# Beiträge zur Geschichte und Kenntnis meteorischer Stein- und Metall-Massen, und der Erscheinungen, welche deren Niederfallen zu begleiten pflegen.

#### Von D. Karl von Schreiberf,

der österreichischen Erblande Nitter und Landstande in Nieder-Österreich, f. f. Nate und Direktor der Hof-Naturalien-Rabinette, Mitgliede der medizinischen Fakultät und der k. f. Landwirtschafts-Gesellschaft in Wien; der königl. Akademie der Wissenschaften zu München; der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen; der ehemals kaiserl. Leopoldinisch-Rarolinischen Akademie der Natursorscher zu Bonn; der königl. Akademie nüklicher Wissenschaften zu Ersurt; der Sozietät für National-Industrie und der philomatsichen Gesellschaft zu Paris; der Gesellschaft für Rünste und Wissenschaften zu Lille; der kaiserl. Gesellschaft der Natursorscher zu Moscow; der Gesellschaft natursorschender Freunde zu Berlin, und der natursorschenden Gesellschaften zu Jena, Leipzig, Hanau, Marburg; der mineralogischen Gesellschaften zu Jena, Petersburg, Dresden; der Werner'schen Sozietät für Naturkunde zu Sinduschen Gesellschaft für Natur- und Heisenschaft gu Bonn; der Sozietät für Forst- und Jagdbunde zu Oreisstägader, u. s. w. Mitgliede, und der mineralogischen Sozietät zu Jena ordentlichem Assestund



Wien. 1820. Im Verlage von J. G. Heubner.

Solar Anamnefif Edition

CCO 1.0 Universell

# Inhaltsverzeichnis

1	Erste ?	Eafel.	13
2	Sweite 2.1	Tafel.	33 33
	2.2	L'Aigle.	38
	2.3	Eidystädt.	41
	2.4	Siena	45
3	Dritte	Zafel.	49
	3.1	Liffa	49
4	Vierte	Zafel.	56
	4.1	Stannern	56
5	Fünfte	Zafel.	61
	5.1	Erste Figur.	61
	5.2	Sweite Figur. a. b	64
	5.3	Dritte Figur	67
	5.4	Bierte Figur	71
	5.5	Fünfte Figur	73
6	Sechite	e Zafel.	80
	6.1	Erste Figur.	80
	6.2	Sweite Figur	85
	6.3	Dritte Figur	89
	6.4	Bierte Figur	95
	6.5	Fünfte Figur	100
7	Sieber	nte Zafel.	105
	7.1	Stannern.	147
	7.2	Siena	151
	7.3	Benaref	154
	7.4	$\mathfrak{Limodyin.} \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \$	158
	7.5	Charfonville	162
	7.6	Saléf	169
	7.7	<u> -</u>	172
8	Adhte 1	und neunte Zafel.	174
9	Sebnte	Zafel.	212
	9.1		212
10	Erflär	ung der Titel-Vignette.	224

Segnius irritant animos demissa per aures, Quam quae sunt oculis subjecta sidelibus. Horat.

### Vorrede.

Die seltene Gelegenheit, sich von der Realität und den nähern Umständen eines ebenso wunderbaren als lange und vielfach bestrittenen Naturereignisses — eines so genannten Steinregens persönlich überzeugen zu können, bot sich mir, ebenso unerwartet als höchst erwünscht, im Jahre 1808 bei dem Steinfalle um Stannern in Mähren dar. Wenn gleich nicht als Augenzeuge bei dem Vorfalle selbst zugegen, machten ef mir doch die günstigen Umstände einer geringen Entfernung des Schauplaßes von Wien, und einer sehr frühzeitigen und verlässlichen Runde davon, besonders aber die höheren Ortes erhaltene, in solchen Fällen höchst nötige Vollmacht und die fräftige Unterstützung von Seite der Behörden, möglich, eine allen Wünschen und Forderungen entsprechende Untersuchung an Ort und Stelle, und wenige Tage unmittelbar nach dem Vorfalle selbst, vorzunehmen. Es konnte demnach umso weniger sehlen, dass ein in so vielfacher Beziehung höchst anziehender Gegenstand der Physik meine ganze Aufmerksamkeit, die bisher immer nur schwach und bloß durch von Zeit zu Zeit bekannt gewordene, mehr oder weniger befriedigende Nachrichten von, in der Ferne vorgefallenen, ähnlichen Begebenheiten angeregt wurde, auf sich zog, als derselbe vor Kurzem eben lebhaft und nachdrücklich wieder zur Sprache gebracht und das Interesse dafür durch die mannigfals tigen, von vielen angesehenen Physikern darüber vorgebrachten, ebenso seltsamen als widersprechenden Meinungen und Sppothesen, so allgemein und mächtig in Anspruch genommen worden war.

Diese kräftige Anregung und vollends die erfolgreiche Benut-

zung jener Gelegenheit, welche so mannigfaltigen Stoff und so zahlreiche Materialien zu eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und Neflezionen darbot, hatten nicht nur eine fortgesetze, ernstliche Beschäftigung mit diesem Gegenstande und eine Reihe von Untersuchungen, Arbeiten und Versuchen zur Folge; sondern versanlassten auch den Entschluss, Alles bis auf diese Zeit an Beobachtungen und Erfahrungen, an Erflärungen und Meinungen hierüber bekannt gewordene, zu sammeln, zusammen zu stellen und einer Vergleichung und kritischen Beurteilung zu unterziehen, und alles aufzubieten, von den etwa noch vorhandenen Produkten früherer, und den künftig vorkommenden, zeitweiliger Ereignisse der Art, so viele als möglich aufzubringen und die kaiserl. Sammlung hieran so vollskändig als möglich zu machen.

Diese weit aussehenden Pläne und Vorsätze und jene, Zeit und Ruhe heischenden, mannigfaltigen Unternehmungen, wurden leider nur zu früh und gewaltsam, durch die bald nach dieser Periode eingetretenen ungünstigen Zeitwerhältnisse, die den literarischen Verstehr erschwerten und mir ganz andere Veschäftigungen ausdrangen, unterbrochen, und zulett, durch die lange Fortdauer und Folgen derselben, zum Teil ganz in Vergessenheit gebracht. Inzwischen war doch bereits nicht nur eine erschöpfende Venutzung jener Gelesgenheit erzielt, die umständlichste und befriedigendste Untersuchung jenes Ereignisses zu Stande gebracht, und selbst das Wesentlichste der hierbei erhaltenen Resultate bekannt gemacht, sondern auch eis ne Fülle neuer Ansichten und Ausstlärungen gewonnen und eine Wenge belehrender Versuche und erfolgreicher Untersuchungen als Vorarbeiten angestellt, welche zu interessanten Veobachtungen und

Erfahrungen führten, die aber, nach einmal so gewaltsam abgerissenem Faden, zu dessen Wiederaussassung sich in langer Zwischenzeit weder Muße noch Veranlassung finden wollte, nur zum Teil und außer Zusammenhang, Vruchstückweise und auf indirekten Wegen, zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden konnten.

Glücklicheren Erfolg, als jene ungünstigen Zeitumstände erwarsten ließen, hatte mein Bestreben in Auftreibung und Erhaltung der materiellen Belege früherer und in der Zwischenzeit vorgefalsener Ereignisse; denn im Laufe von 10 Jahren war es mir doch gelungen, von 29 derselben, die noch vorhanden und irgendwo aufsbewahrt oder eben zur Kenntnis gekommen waren, darakteristische und zur Ausstellung geeignete Stücke zu erhalten. Die kaiserl. Sammlung erwuchs somit zur ansehnlichsten und vollständigsten von der Art kostbarer und merkwürdiger RatursProdukte, indem dieselbe nun — mit den bereits früher schon vorhanden gewesenen?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ef mochten deren damalf, und ungefähr von der Mitte des 15ten Jahrhunderts her, nebst sechs Eisenmassen, bei vierzig derlei Steinmaffen gewesen sein, von welchen sich, notorisch, ein ober das andere Bruchstüd als sprechender Beleg, nach gen und Ort verschiedener, solcher Ereignisse, ursprünglich im Besitze irgend eines bekannten Privat-Liebhabers befand, der es, seinen individuellen Ansichten gemäß, der Merkwürdigkeit des mehr oder weniger beglaubigten und für ein Wunder angesehenen Factums wegen, oder als ein Dokument der Leichtgläubigkeit der Menichen, alf ein Ruriofitäti-Stud aufzubewahren für gut fand; von welchen aber in der Zwischenzeit leider viele, ja die Mehrzahl, wie ef mit Privat-Besthungen, zumal solcher Art, zu gehen pflegt, vollends in Verlust geraten find, und so kam ef denn auch, das von beinabe hundert und zwanzig bedeutenden, zu ihrer Zeit ziemliches Aufsehen erregenden und hinlänglich beurfundeten Steinfällen, die demnach von gleichzeitigen Schriftfellern, Siftorifern und Chronifichreibern der Mit- und Nachwelt bekannt gemacht wurden, und die seit dem Anfange unserer Zeitrechnung bif zum Jahre 1806 fich ereignet hatten, nun kaum mehr neunzehn durch derlei authentische Belege sich befräftigen laffen, und zwar außer jenem von Ensisseim, von 1492, wovon wir die lange Erhaltung des Belegef der fräftigen Fürforge Maximilians, der ihn zu einem Kirchenschat machte, zu verdanken haben, und dem höchst zufällig (in Laugierf Sänden in Parif) in einem kleinen Fragmente noch erhaltenen, von dem 1668 bei Berona Statt gehabten Steinfalle — feiner von einem früheren Datum alf auf ber greiten Sälfte bef 18ten Jahrhundertf; und die in der kaiserlichen Sammlung seit ihrem Riederfalle aufbewahrte Eisenmasse von Agram, 1751, und der Stein von Zabor, 1753 (außer welchem nur noch wenige Fragmente von diesem, doch sehr bedeutend gewesenen Steinfalle in anderweitigen Besit zu sein scheinen), find nebst jenen beiden, so viel bekannt, bereits die ältesten noch vorhandenen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Schon vor fünfzehn Jahren, alf ich die Direktion der k. k. Hof-Naturalien-Rabinette antrat, fanden sich deren bereits sieben — und manche davon schon seit lange — zwar gerade nicht als Belege der immer noch bezweiselten Ereignisse, die sich, mehr oder weniger befriedigenden, damals hier, so wie überhaupt noch ziemlich allgemein, wenig beglaubigten Nachrichten zu Folge, zu früheren Perioden in verschiedenen Ländern zugetragen

#### — 363 aufzuweisen hat, die in verschiedenen Ländern und zu ver-

hatten, und für deren Produkte sie ausgegeben waren, sondern vielmehr nur als seltsame Koffilien eines rätselhaften Ursprungef und herkommens, unter ben Schägen bes Mineralreiches baselbst ausbewahrt. Namentlich waren ef Musterstüde von jenen 1753 bei Sabor in Böhmen, 1768 bei Mauerkirchen in Bayern, 1785 bei Eichstädt in Franken und 1803 um L'Aigle in Frankreich gefallenen Steinen, und nebst der 1751 bei Agram in Kroatien niedergefallenen Metall-Maffe, ein Bruchftud von der durch Pallaf auf Sibirien bekannt gewordenen und von einer dieser sehr ähnlichen, angeblich auf Norwegen herstammenden Eisenmasse. Und unstreitig war dieser Vorrat damalf ichon, alf wohl kaum jemand an daf Zusammensammeln dieser rätselhaften Natur-Produkte noch dachte, der reichhaltigste und in hinsicht der Größe und Bollfommenheit der Stüde bereits der fostbarfte in seiner Art, wie er denn auch, und zwar schon viel früher — 1798 – Hrn. D. Chladni, der damalf nur die sibirische Masse und den bei Mauerkirchen gefallenen Stein kannte, Gelegenheit verschaffte, sich in seinen bereits bekannt gemachten Mutmaßungen über die Natur und den Ursprung dieser Massen, durch die Wahrnehmung ihrer übereinstimmenden Abweichung von allen terrestrischen Fossilien und der auffallenden Abnlichteit derselben unter sich, zu bestärten, und einige Jahre fpater — 1801 — bef Srn. v. Buchf Aufmerkfamkeit erregte, und, auf beffen Mitteilung bef Gesehenen, einer ähnlichen, entscheidenden und zu jener Zeit noch sehr gewagten, auch lange nach der Hand noch lebhaft bestrittenen Außerung des Brn. Pictet, in einer Versammlung des Rational Institutes zu Paris, zur Befräftigung biente; so wie auch ich bemselben bie Renntnif zu banken hatte, die mich ein ganz unerwartet vorgelegtef Bruchftut von jenen um Stannern gefallenen Steinen, auf ber Stelle alf identisch und folglich gleichen Ursprunges mit jenen Massen erkennen machte, und die mir Muth und Zuversicht gab, diese vorteilhafte Gelegenheit zur vollsten Selbstüberzeugung und zur möglichsten Überzeugung Anderer zu benuten und ohne Furcht mich zu kompromittieren, die Schritte zu machen, welche nötig waren, um eine amtliche und förmliche Untersuchung des Factums, so schnell wie möglich, einzuleiten. Die sorgfältige Ausbewahrung und Aufstellung biefer, teilf zufällig (ber Eisenmassen auf Sibirien und Norwegen und bef Stein-Fragments von Sichstädt) ober bei irgend einer Gelegenheit (der Metall-Maffe von Agram und def Steinef von Tabor) erhaltenen, teilf felbst absidytlich und relativ um sehr hohe Preise beigeschafften (des Stein-Fragments von Mauerkirchen und des Steines von L'Aigle) zweideutigen Fossilien, zeugen übrigens von der Aufmerksamkeit und Werthschauung, welche die Wiener Raturforscher diesen Ratur Produkten zu jener Zeit schon zollten, indes so manche von jenen oben erwähnten vierzig ähnlichen, materiellen Belegen folder Ereigniffe, von welchen, notorifch, teilf ein Fragment, meistenf aber ein ganzer Stein, teils selbst die ganze niedergefallene Masse und zwar gewöhnlich mit authentischen Nachrichten von glaubwürdigen Männern, oft selbst mit formlich abgefassten Urkunden, einem wissenschaftlichen Bereine zur Beurteilung, oder Rabinetten und öffentlichen Anstalten zur Ausbewahrung eingesendet worden waren, in Verlust gerieten; so dass nicht nur an diesen vermeintlich sichern Bestimmungspläten sich gegenwärtig keine Spur mehr von denselben findet, sondern selbst nur von drei derselben kleine Fragmente in Privat-Besit, nachweisbar noch vorhanden find. So fam einer von den bei Roa in Spanien 1438 gefallenen Steinen, in das fonigi. Museum ju Madrit; einer von jenen auf der Gegend von Schleufingen 1552, in das herzogl. Museum zu Rudolstadt; ber 39 Pfund schwere, 1581 in Thüringen gefallene Stein (nebst ber im Archive zu Dresden noch aufbewahrten Urkunde) und der 1 gent. schwere, 1647 bei Zwidau gefallene Stein, in die Kunstkammer nach Dresden; einer von jenen 1654 auf der Insel Fünen gefallenen, in daf königl. Naturalien-Rabinett zu Ropenhagen; der in demselben Jahrhunderte in Mailand gefallene Stein mit dem Settalianischen Rabinette, in welchem derselbe ursprünglich aufbewahrt gewesen, in die Ambrosianische Bibliothek daselbst; der im Kanton Bern 1698 gefallene, in die dortige Stadt-Bibliothef; der Stein von Terranova in Ralabrien 1755, in die fonigliche Bibliothef zu Reapel; jener von Sigena in Aragonien 1773, in das königl. Museum zu Madrid (ein kleines Fragment davon befindet sich im königl. Museum zu Paris; und der 6 3 Pfund schwere, 1775 bei Rodach gefallene Stein, in das herzogl Naturalien-Rabinett zu Coburg. So wurden mehrere von den vielen und großen, 1668 im Veronesischen gefallenen Steinen, ber damaligen Afademie zu Berona vorgelegt, und gegenwärtig scheint, wie bereits erwähnt, nur ein kleines Fragment mehr davon vorhanden zu fein, und so wurden Bruchstüde von den bei Nicorpf in der Rormandie 1750 und von jenen bei Luce 1768 in Frankreich gefallenen Steinen, der Parifer Akademie eingeschickt, und nur von letteren finden sich derzeit noch einige kleine Fragmente im Besitze von Privaten.

<sup>3</sup> Nämlich 27 Steins und 9 Metall-Massen. Von ersteren möchten berzeit, 1820, im Ganzen etwa 40 — notorisch und nachweisbar in Händen bekannter Bestiger indes, wohl kaum mehr als 34 — als materielle Belege von Ereignissen der Art — deren doch dermal beinahe 150 seit unserer Zeitrechnung zur nähern Kenntnis kamen, und hinlänglich beurkundet sind — von letzteren etwa 12, gleichen, obgleich nicht faktisch erwiesenen Ursprunges,

schiedenen Perioden, nach ganz verlässlichen Nachrichten entweder sichtbar niedergefallen oder zwar bloß zufällig aufgefunden, aber, nach aller Wahrscheinlichkeit und Analogie, allgemein auch als solsche anerkannt sind; und zwar in so bedeutenden Massen, dass deren Gesamtgewicht beinahe drei Zentner erreicht.

Viele von diesen neu akquirierten, frühzeitig erhaltenen und jene, früher schon im kaiserl. Kabinette vorhanden gewesenen, so wie manche einzelne in hiesigen Privat-Sammlungen befindliche und mehrere von entfernten Besitzern gefälligst mir zur Ansicht mitgeteilte, ausgezeichnete Stücke, insbesondere aber die reiche Ausbeute von dem Steinfalle um Stannern und die vielen, besonders ausgezeichneten, frischen und vollkommenen Eremplare von daher, gaben gleich Anfangs zur Anfertigung von Abbildungen Veranlass sung. Eine genaue und vorzüglich in orpktognostischer Beziehung vorgenommene Untersuchung und Vergleichung dieser rätselhaften Fossilien, wie sie bei diesem Vorrate möglich war, machte nämlich auf so Manches aufmerksam, was evenso wesentlich zu deren Erkenntnif alf merkwürdig an sich und dabei einer Versinnlichung bedürftig und einer solchen auch fähig schien, dass naturgetreue Darstellungen umso zwedmäßiger und erwünschter erachtet wurden, als die Objefte selbst, ihrer Seltenheit und Rostbarkeit wegen, und gewisser Maßen bloß alf Einzelheiten existierend, nur von Wenigen besessen, von Vielen nicht einmal je gesehen werden können.

Mehr alf siebzig derlei Original-Abbildungen waren bereits schon

als Stücke ober in Fragmenten, vorhanden und noch irgendwo ausbewahrt sein. Von ersteren besaß das Pariser Museum 1815, nur 13; das britische Museum in London 1818, 11; und von den vorzüglichsten Privat-Sammlern (zu welchen insbesondere auch Heuland und Sowerby in London gehören, deren Sammlungstand mir inzwischen zur Zeit nicht speziell genug bekannt ist.) Raproth 1810, 10; Lavater in Zürich 1811, 10; Vlumenbach 1812, 11; De Drée in Paris 1818, 26; Chladni 1819, 27.

zu Anfang des Jahres 1809 von der Hand eines geschickten Künstlers zu Stande gebracht, die, trot der oft erprobten Schwierigkeit bei Darstellung anorganischer Natur-Produkte, allgemeinen Beifall fanden und den Wunsch erregten, dass eine preiswürdige Vervielfältigung derselben möglich sein möchte; allein die im gewöhnlichen Wege auf Rupfer veranstalteten Proben zeigten nur zu bald die Schwierigkeiten der Aufführung und die Rostspieligkeit einer solchen Unternehmung; so dass der Zweck nur unvollkommen und einseis tig zu erreichen gewesen wäre. Die Fortschritte, welche in dieser Zwischenzeit im Steindrucke gemacht wurden, die Vorteile, welche dieser gewährt und der gute Erfolg, mit welchem man denselben bereits verschiedentlich zur Darstellung naturhistorischer Gegenstände anwendete, bestimmten mich, auch dieses Mittel zur Vervielfältis gung versuchen zu machen, und da der Versuch, wo nicht meinen Wünschen, doch den Erwartungen entsprach, viele Sachverständige befriedigte und das Wesentlichste erzielen zu lassen verhieß; so fand ich mich umso bereitwilliger, der erneuerten Aufforderung mehrerer Wissenschaftsreunde, und namentlich des Herrn D. Chladni, bei Gelegenheit der eben hier veranstalteten Herausgabe seines neuesten Wertes über diesen Gegenstand, zu entsprechen, und wenigstens eine Auswahl auf jener Sammlung von Abbildungen auf diesem Wege vervielfältigen zu lassen und bekannt zu machen, als meine Verhältnisse und Beruffgeschäfte bereits lange schon alle Hoffnung mir benommen hatten, den früheren Plan zu einer umfassenderen Bearbeitung des Gegenstandes, je realisieren und selbe demnach ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß benuten zu können, dagegen eine so günstige Gelegenheit, wie die Erscheinung jenes Werkes war

— die eben sowohl zu meiner Beruhigung, als zum unbezweisfelbaren Gewinn der guten Sache, jener Realisierung zuvor kam und sie nun vollends ganz entbehrlich machte smir die Bersicherung gab, sie einer vorteilhafteren Bestimmung widmen und, in solch empfehlender Begleitung, für selbe eine willkommenere Aufnahme gewärtigen zu können.

Bährend einer Neihe von tumultuarischen und geschäftsvollen Jahren durch mannigsaltige, zum Teil sehr heterogene Berussund Bissenschaftsunforderungen, ganz von diesem Gegenstande abgelenkt, mehrerer schriftlicher Aussätze verlustiget, des chaotischen Borrates zahlloser Notaten kaum Meister, und all des Bergansgenen im Einzelnen nur schwach mich besinnend war es ansänglich meine Absicht nur, diese Abbildungen durch kurze Beschreibungen zu erläutern, und dies umso mehr, als einerseits die gründliche und so vielseitig vollständige Bearbeitung des Gegenstandes in iesnem Werke jeden weitern Rommentar entbehrlich, andererseits der Drang der Zeit, um der nun einmal gemachten Verheißung zu entsprechen, so wie der Mangel an erforderlicher Muße, Geschäftsseriheit und Geistesruhe, um jene vorhandenen Gedächtnisbehelse benuten und die volle Erinnerung wieder gewinnen zu können, der Zustandebringung eines solchen sehr entgegen waren.

Da inzwischen selbst diese beschränkte Behandlung des Gegenstandes nicht nur ein aufmerksames Studium jenes Werkes und eine Zurateziehung mehrerer anderer, sondern insbesondere auch, der häufigen in dieser Zwischenzeit neu erhaltenen, erst noch zu bearbeitenden Materialien wegen, eine erneuerte Durchsicht und Prüfung eigener früherer Ausarbeitungen, eine weitere Verfols

gung derselben und selbst eine Fortsetzung und Wiederholung von abgebrochenen und unbefriedigend gebliebenen einstmaligen Versuschen und Untersuchungen notwendig machte; so wurden bald wieder alle Verücksichtigungspunkte, welche die Vielseitigkeit des Gegenstandes in physischer und philosophischer Hinsicht darbietet und die, jetzt noch wie vor, den Physikern so reichhaltigen Stoff zu eigenen Mutmaßungen und Ansichten, und so vielsachen Anlass zu Debatten und Kontroversen geben — und wohl noch lange geben möchten — mittels oder unmittelbar angeregt, und, samt den einst im Versfolge jener umfassenderen, früheren Vearbeitung des Gegenstandes erhaltenen Resultaten, Vruchstückweise wenigstens, ziemlich lebhaft wieder ins Gedächtnis zurück gerusen.

Und die mit Erweckung des Erinnerungsvermögens wieder erswachte alte Vorliebe für den Gegenstand und ein bei jener vergleischenden Rekapitulation und Nachholung des im Lause eines vollen Dezenniums, zumal auf den soliden Wegen der Erfahrung, Besodachtung und Untersuchung, Geschehenen, in etwas geschmeicheltes Selbstgefühl, reitzten mich umso mehr, manche Resultate früherer Forschungen und Versuche, und einige dadurch motivierte Resleziosnen und Folgerungen bei dieser Gelegenheit unter einem bekannt zu machen, als ich, nach eigenem Gesühle im Versolg der Ausarbeitung, besorgen zu müssen glaubte, dass einerseits die Trockenheit einer so einseitigen Vehandlung des, gerade von der spekulativen und vernünstelnden Seite am meisten anziehenden, Gegenstandes, rein deskriptiv, wie sie anfänglich beabsichtigt war, zumal durch die, bei solchen Objekten doch unerlässliche physiographische Kleinigkeitsfrämerei, den Leser anekeln, andererseits Manches, hie und da mit

Rachdruck Angedeutete, unverständlich oder unerheblich, wenigstens deutungs und beziehungslos erscheinen möchte.

Die Vielseitigkeit des Gegenstandes und die häufigen Berührungs und Beziehungspunkte, welche das Materielle der Objekte in obigen Rücksichten darbot, motivierten nun eine bedeutende Menge solcher Einstreuungs Artikel, die, dem einmal angenommenen Plane der Bearbeitung und ihrer individuellen Bestimmung gemäß — als Erläuterung oder Deutung irgend eines in der Physiographie berührten Punktes zu dienen, oder um, auf Beranlassung eines solchen, irgend eine, das Objekt oder den Gegenstand im Allgemeisnen betressende, physische, chemische, philosophische oder historische Tats und Erfahrungssache zur Kenntnis, oder endlich irgend eine vorgesasste Meinung oder gangbare Hypothese zur Berichtigung, oder eine neue Mutmaßung und Ansicht in Anregung zu bringen — als Noten zum Tert angebracht wurden.

Obgleich diese Zugabe solcher Gestalt weder den Plan noch den eigentlichen Zweck der Behandlung des Gegenstandes abänderte, sondern nur eine Veränderung des Titels und in der Art der Ankündigung veranlasste: so ist damit doch, da dieselbe den Hauptgehalt bedeutend überwiegt, das Volumen des Werkes beträchtlich über meine anfängliche Absicht, und weit über die ursprüngliche Verechnung des Verlegers herangewachsen, und ich fände mich über die Folgen davon — die Verzögerung des Erscheinungs-Termines und die Erhöhung des Preises — verantwortlich, wenn ich mich nicht für erstere, durch meine Verhältnisse und die Ansorderungen der Aufgabe unter oben geschilderten Umständen, entschuldiget, und gegen letztere überhaupt, durch sede Ausopferung von meiner Seis

te, vorhinein schon verwahrt zu haben, glauben könnte. Dagegen muss ich über den Wert des Gehaltes, der hierzu Veranlassung gab, sowie über jenen des Ganzen, das Urteil kompetenter Nicheter gewärtigen, hosse aber hierbei auf jene Nachsicht rechnen zu dürfen, auf welche die Natur des Gegenstandes und die vielseitigen und schwierigen Anforderungen desselben, dem regen Eiser seiner kühnen Versechter bei so sehr beschränkten Kräften, den vollsten Anspruch geben:

Quod si deficiant vires, audacia certe Laus erit; in magnis et voluisse sat est. — Propert.

Wien, im Julius 1820.

## 1 Erste Tafel.

Die Gediegeneisen-Masse von 71 Pfund Wiener Rommerziell-Gewicht, 4

welche am 26. Mai 1751 gegen 6 Uhr Abends bei dem Dorfe Hraschina in der Agramer Gespanschaft (etwa drei Meilen N. D. von Agram) in Kroatien, unter den gewöhnlichen meteorischen Erscheinungen und im Angesichte mehrerer Augenzeugen auf der Luft gefallen, und drei Klaster tief in einen kurz zuvor gepflügten Feldgrund eingedrungen war.

Es wurde diese Masse<sup>5</sup> ihrer Merkwürdigkeit wegen, und als

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bekanntlich ist nebst dieser nur noch eine zweite, kleinere Masse von 16 Pfund als Produkt des vorausgegangenen Feuer-Meteors, der beobachteten Feuerkugel, niedergefallen, welche nicht nur im Niederfallen, und selbst bei der Lostrennung von jener gesehen, sondern auch gleichzeitig mit jener, und auf 2000 Schritt Entsernung von derselben, aufgefunden und auf der Versenkung gehoben wurde; über deren Ausbewahrung oder Verwendung aber ursprünglich keine Nachricht gegeben ward, und von deren Nochvorhandensein auch bis jest keine weitere Kenntnis erlangt werden konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ef ist dieselbe umso interessanter und schätbarer, als sie von den ohne dies sehr wenigen ähnlichen Eisen-Wassen, beren Niederfallen historisch und faktisch erwiesen ist (wie die, ihrer Beschaffenheit nach, zwar zweiselhaften, und wie ef scheint, ganz in Verlust geratenen Miscolz in Ungarn 1559, und von Torgau 1561; die zwar noch Gotha — vorhandene, aber dem Kundorte nach zweifelhafte — auf Sachsen — von 1540 oder 1550 ? und nebst einigen, die seit unserer Zeitrechnung im Orient — China, Japan, Versien — gefallen sein mögen; jene, am zuverläffigsten bekannte, 1621 zu Lahore in Indien gefallene, welche aber der mogolische Raiser Dichehan-gir ganz verschmieden ließ), die einzige noch vorhandene zu sein scheint; so wie sie die einzige von dieser Art ist, welche physisch und demisch untersucht wurde, und durch den Befund ihres Gehaltes und ihrer physischen Eigenschaften, als Prototyp auf einen gleichen meteorischen Ursprung jener ähnlichen Eisen-Massen, nach Analogie zu schließen berechtigte, welche zufällig zu verschiedenen Beiten und an verschiedenen, sehr entfernten Orten aufgefunden worden, bekannt und noch vorhanden find, aber bei welchen ef, ihre Herkunft zu erweisen, an historischen und faktischen Belegen fehlte (wie dief bei ben, in dieser Beziehung problematischen Eisen-Massen aus Sub- und Nord-Amerika, Brasilien, Afrika, Sibirien, Böhmen, Ungarn u. s. w. der Fall ist). Auch war sie von den derben Gediegeneisen-Massen die erste, und überhaupt mit von den ersten Meteorolithen (mit dem Eisen auf Sibirien, dem Eichstädter und Steneser Meteor-Steine), welche auf Beranlaffung der kaum bekannt geworden Untersuchungen Howards (1802) in Deutschland analytisch untersucht wurden, und zwar von Klaproth (der die Resultate seiner Untersuchungen zuerst in einer Borlesung in der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, und dann im neuen allgemeinen Journal der Chemie, B. 1, zu Anfang def Jahref 1803 bekannt machte), welchem zu diesem Ende ein kleinef Stild von dieser Masse (gleichzeitig mit einem Stilde vom Eichstädter Meteor-Steine) schon im Jahre 1802 von hier auf mitgeteilt worden war. Im Jahre 1808 wurde, soweit ef ohne Beeinträchtigung der Form und Ansicht ber Maffe geschehen konnte, ein größeres Stud von etwa 20 Loth abgesägt, um zu technischen Versuchen zu dienen, bie Gr. Direftor von Widmanstätten auf meine Beranlaffung vornehmen wollte, und welche zu merkwürdigen

Beleg des wunderbaren Naturereignisses, von dem bischöslichen Ronsistorium zu Agram, welches, aus eigenem Antriebe, durch Abgeordnete das Factum sogleich (am 2. Julius desselben Jahres) an Ort und Stelle amtlich und förmlich untersuchen ließ, samt einer schriftlichen Urkunde, welche das Untersuchungs Protokoll entbielt, noch in demselben Jahre an den kaiserl. Hof eingesendet, wo sie in der k. k. Schaßkammer zu Wien ausbewahrt, und in der Folge, bei Übertragung der naturwissenschaftlichen Gegenstände aus derselben, an das k. k. Hof Naturalienkabinett abgegeben wurde.

Es hat dieselbe eine platt gedrückte, etwas verschobene, dreiseistige Gestalt, und zeigt demnach zwei Flächen und drei Ränder. Die eine dieser Flächen ist, schief von den Rändern aussteigend, mäßig gewölbt, nach oben sich verebnend, und durch mehr oder weniger unterbrochene, gebogene und wellenförmige, rippenartisge, abgerundete Erhabenheiten, und durch größere und kleinere, seichtere und tiesere, meistens rundliche oder ovale Vertiefungen und Eindrücke, welche von jenen begrenzt werden, sehr uneben; die ans

Resultaten, und insbesondere zur höchst interessanten Entdedung des kristallinischen Gefüges, welches diesen Massen, wo nicht ausschließlich, doch vorzugsweise eigentümlich und für dieselben charakteristisch zu sein scheint, führten. Die durch Absägung ienes Stückes an der Masse erhaltene Fläche wurde mit Salpetersäure geätzt, um jenes Gefüge oberflächlich darzustellen und die Entdedung zu bewähren; von dem Überresse des abgesägten Stuckes wurden kleine Abschnitte nach London, Paris und Harlem mitgeteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Es war diese eine der frühesten Begebenheiten der Art (die erste, mit Ausnahme jener von Thüringen 1581 und von Vern 1698, welche ebenfalls von den Lokal-Vehörden legal untersucht, und durch eine ausgesertigte Urkunde dokumentiert wurden, wovon sich jene von der ersteren Begebenheit, nach Chladnis Versicherung, noch zur Zeit im Archive zu Dresden ausbewahrt befindet), welche einer amtlichen Untersuchung von einer Behörde wert geachtet und durch eine ausgesertigte formliche Urkunde der Nachwelt ausbewahrt, und die erste, von welcher diese selbst, wenn gleich gerade nicht mit der Absicht, das Factum beglaubigen zu machen, zur Publizität gebracht wurde (Stub, Vergbaukunde V. 2, 1790); und es wäre in der Tat unbegreissich, wie eine so unbefangene und reine, deutungs und beziehungslose Darstellung von einer so achtbaren Vehörde so wenig Ausmerksamkeit erregen, so wenig auf die Überzeugung wirken konnte, wenn nicht zu vermuten stände, dass sie durch iene Publizierung nur wenigen eigentlichen Physikern zur Kenntnis kam. Sie verdient umso mehr an einem schiellicheren Orte, wie bei einer andern Veranlassung geschehen soll, und im Original bekannt gemacht zu werden, als es die ausdrückliche Absicht der Aussteller und Einsender dieser, mit allen Förmlichkeiten ausgestatteten, Urkunde war, nicht nur die Mitwelt von der Realität des Factums zu überzeugen, sondern auch diese Überzeugung durch ein authentisches Dokument aus die Nachwelt zu bringen.

dere entgegen gesetzte Fläche ist dagegen beinahe flach und eben, und zeigt nebst einigen kleineren und tieferen Eindrücken gegen die Ränder hin, nur drei große, sehr seichte und breit verlaufen» de Vertiefungen, welche, idem sie durch flache Zwischenräume in einander übergehen, und gewisser Maßen zusammen hängen, diese Fläche im Ganzen etwas ausgehöhlt erscheinen machen.

Die Ränder, unter welchen diese beiden Flächen zusammenstoken, sind von der konveren Fläche her schief nach Auken abgerundet, und nicht nur durch die rippenartigen Erhabenheiten, welche sich von daher über dieselben bis an die entgegen gesetze te Fläche fortseten, und durch ähnliche Eindrücke, sehr uneben, sondern auch, zumal gegen die Mitte, sehr stark ausgeschweift und gewisser Maßen unterbrochen, so dass man ihre Richtung nur schwer bestimmen kann. Zieht man inzwischen nach den hervorragendsten Punkten eines jeden Randes eine, demselben parallel laufende, geras de Linie, und schließt man das solcher Gestalt erhaltene Dreieck durch Verlängerung dieser Linien über die abgerundeten Ecken hinaus, bis sie sich berühren; so fallen die Linien, welche den beiden Seitenrändern oder den beiden längeren Schenkeln der dreieckigen Form der Masse entsprechen, auf die Grundlinie, welche — die Masse in dieser Richtung betrachtet — dem untern Rande entspricht, unter einem Winkel von beiläufig 80° auf. Die dritte oder obere, dem untern Rande gegenüberstehende Ede der dreiseitigen Masse, fällt außer das Mittel derselben, und — die Masse von der konveren Fläche betrachtet – stark gegen den rechten Seitenrand hin, indem der linke Seitenrand bogenförmig sich gegen jenen hinüberzieht, und sich mit demselben in eine gegen ihn gerichtete, etwas stumpfe

Spite vereinigt. Die ganze Masse verflacht sich mehr gegen die linke Seite hin, zumal nach oben an der Krümmung des Seitenrandes, der hier am dünnsten, an einer Stelle beinahe schneibend, und da von der entgegen gesetzten Fläche etwas übergebogen ist; dagegen erhebt sich die rechte Seite hier mit dem Außenrande und der Spize, indem sie von der entgegen gesetzten Fläche gleichsam berüber gedrückt erscheint, so dass dort, abgesehen von den an dieser Stelle befindlichen ziemlich großen und tiefen Eindrücken, welche den äußersten Rand auch ziemlich dünn machen, eine starke Abweichung von der horizontalen Ebene dieser Fläche bewirft wird, und die Spike des Dreiecks, oder vielmehr beinahe die ganze obere Hälfte der Masse, solcher Gestalt etwas verdreht erscheint. An dieser Fläche dagegen laufen die Ränder, abgesehen von den genannten Abweichungen und von den zufälligen Eindrücken, größten Teils horizontal mit der Ebene derselben; nur gegen die eine untere Ece, welche der Richtung der verdrehten Spize entspricht, ist der Seitenrand schief abgerundet, und ebenfalls gegen die konvere Fläcke gedrückt, so dass es scheinen möchte, als wenn die Masse, in noch weichem Zustande! auf dieser ganzen Seite, im Auffallen einen größeren Widerstand gefunden hätte.7

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ef findet sich leider in der Urkunde nicht bemerkt, in welcher Lage diese Wasse in ihrer Versenkung gefunden wurde, sondern es wird nur erwähnt, dass die Spalte (nicht Grube) in der Erde drei Klaster tief und eine Elle weit gewesen sei, nach welchen Ausdrücken zu mutmaßen käme, als wäre sie mit einen der Ränder eingedrungen und auf keine der Flächen aufgefallen, wie dies auch nach dem Schwerpunkte der Masse, der auf deren unteren Nand fällt, der Fall gewesen sein musste, da eine rotierende Bewegung, zumal flächenwärts, nach Form und Beschaffenheit derselben nicht wohl angenommen werden kann. Umso merkwürdiger ist die aussallende Verschiedenheit der Oberflache der beiden Flächen. Es wird zwar in der Urkunde bemerkt, dass in den Vertiefungen der konveren Fläche (also gerade der entgegen geseten) etwas Erde eingedrückt war; darauf kann aber noch nicht gefolgert werden, dass gerade die Masse auf diese Fläche aussiel, indem beide Flächen wohl in ziemlich gleich start drückenden Contact mit der Erde kamen, wenn die Masse mit einem Rande vorwärts in dieselbe eindrang; dass sies nur an der einen Fläche Erde eingedrückt fand, mag von der starken Unebenheit ihrer Obersläche hergerührt haben. Dass sich sieden siesen Fläche Erde eingedrückt fand, mag von Erde an der ganzen Wasse mehr sindet, mag wohl mit als Beweis dienen können, dass die Wasse nicht im geschmolzenen oder gar flüssigen Zustande zur Erde gekommen sei, in welchem Falle die Erde wohl etwas mehr sietert worden wäre.

Die größte Länge der Masse, von den hervorragendsten Punkten des rechten Seitenrandes, von der oberen Ecke oder Spike bis zur hervorragendsten Erhabenheit am untern Rande dieser Seite gemessen, beträgt  $15\frac{1}{2}$  Zoll; am linken Rande nur 13 Zoll.

Die größte Breite, von den hervorragendsten Erhabenheiten an beiden Seitenrändern, etwa 3 Zoll ober dem untern Rande, beträgt 12; im Mittel der Masse ist sie 8; am oberen Ende, etwa 3 Zoll unter der Spike, von ähnlichen Punkten gemessen,  $6\frac{1}{2}$  Zoll.

Die größte Dicke, von den erhabensten Stellen an beiden Flächen zusammen gemessen, beträgt  $3\frac{3}{4}$  Boll; an Stellen, wo zufällig von beiden Flächen Vertiefungen zusammenfallen, überseinander zu liegen kommen, beträgt sie kaum 2, hie und da selbst kaum 1 Boll; wo dies nicht der Fall ist, kann man sie im Durchschnitt auf 3 Boll annehmen. An den äußersten Nändern ist die Masse hie und da sehr dünn, kaum  $\frac{1}{2}$ , selbst nur  $\frac{1}{4}$  Boll dick; an einer Stelle beinahe sogar schneidend scharf.

Die Vertiefungen und Eindrücke, welche sich auf der konveren Fläche zeigen, haben zwar viele Ühnlichkeit mit jenen, welche sich auf der Oberfläche der meisten Meteor-Steine finden, sind aber hier ungleich größer, tieser, häusiger und zusammen hangender, so dass die rippenartigen Erhabenheiten, welche sie begrenzen, gewisser Maßen ein unregelmäßiges und verworrenes Net bilden, und der Oberfläche ein zellenförmiges Ansehen geben. Manche dieser Vertiefungen haben im Mittelpunkte 5 bis 7, und wenn man das Niveau von den zunächst liegenden höchsten Erhabenheiten nehmen will, 9 bis 15 Linien Tiese bei einer Ausdehnung von  $1\frac{1}{2}$  bis  $2\frac{1}{2}$  Boll im Durchmesser. In diesen größeren Vertiefungen, welche

meistens einen mehr oder weniger rundlichen, aber mehrfach aus geschweiften Umriss, und bald eine Grube, bald eine Erhabenheit zum unregelmäßigen Mittelpunkte haben, liegen die seichteren,  $\frac{1}{2}$ bis 2, 3 Linien tiefen, daum- oder fingerartigen Eindrücke von verschiedener Größe, zu 3, 4 bis 5 unregelmäßig, bisweilen aber auch freisförmig beisammen; inzwischen kommen solche Eindrücke auch einzeln oder isoliert außer den Vertiefungen vor. Die rippenartis gen Erhabenheiten, welche durch diese Vertiefungen und Eindrücke gebildet werden, entsprechen der Stärke, Höhe und Dicke nach, der Tiefe derselben und ihrer wechselseitigen Entfernung voneinander; und ihrer Ausbehnung und Richtung nach, nach welchen sie bald länger, bald fürzer, bald wellenförmig, bald unter verschiedenen Winkeln gebogen erscheinen, der Lage und Form derselben, und ihrer wechselseitigen Verbindung unter sich. Demnach haben die Erhabenheiten zwischen aneinander grenzenden Hauptwertiefungen oft mehrere Linien Höhe, und eine nicht minder beträchtliche Dicke, zumal an ihrer Basis, und nicht selten ein paar Zoll Länge, insofern ihr zusammen gedrückter, abgerundeter Rücken nicht durch isolierte Eindrücke unterbrochen, breit gedrückt und gewisser Maßen gedoppelt wird; die Erhabenheiten dagegen, welche die seichteren, in den größeren Vertiefungen liegenden, Eindrücke begrenzen, sind nur sehr schwach, oft kaum merklich, und verflachen sich mit ihrer Basis nicht selten, ohne einen bedeutenden Rücken oder eine Kante gebildet zu haben. Es finden sich jedoch einige Erhabenheiten auf dieser Fläche, welche nicht, wenigstens nicht unmittelbar, durch Eindrücke entstanden zu sein scheinen, da sie solche nicht geradezu begrenzen, und zapfen- oder zitzenförmig vorragen; und andere,

welche zum Teil zwar durch Vertiefungen veranlasst worden zu sein scheinen, indem sie zwischen solchen liegen, auch rippenartig, wie die meisten, gestaltet, aber höher und stärker sind, als sie, vermöge der Ausdehnung und Tiefe jener, gerade zu sein hätten.<sup>8</sup>

#### Die Vertiefungen und Erhabenheiten, welche an der entgegen

 $^8$ Benn gleich im strengen Sinne der Kunstsprache diese Beschaffenheit der Oberstäche keineswegs zellig, ästig und zadig genannt werden kann, so ift sie bod, wenigstenf dem Unsehen nach, im Banzen einer folden sich sehr annähernb, und obaleich sie auch als solche hier nur auf die Oberfläche beschränkt ist, und ihr noch ein wesentlicher Umstand, nämlich die Auffüllung der Zellen durch eine anscheinend fremdartige Substanz, ermangelt; so ist doch gerade durch fie eine Ahnlichteit dieser mit der sibirischen Gisen-Masse und eine Annäherung an dieselbe unverkennbar. Und so wie auf der andern Seite eine ähnliche, und, wie mir deucht, gang unbestreitbare Annäherung der eigentlichen Meteor Steine an diefelbe, ja, wie ich zu behaupten mage, durch die ftark eisenhaltigen (wie jene von Eichstädt, Zimochin, Zabor, bei welchen das Gediegeneisen nicht bloß in zerstreuten Körnern eingesprengt, sondern schon in mehr oder weniger zusammen hängenden Zaden, und nur von noch vorwaltender erdiger Masse eingehüllt erscheint) ein wahrer Übergang in dieselbe (zumal, wenn man die bichteren, mehr erdigen Partien, die sich an manchem größeren Stude von der sibirischen Maffe finden, oder die ungleich weniger äftigen und zelligen, vorgeblich auf Sachsen und Norwegen herstammenden, der sibirischen übrigens höchst ähnlichen Eisen-Massen als Zwischenglieder betrachten will) Statt findet; so fehlt ef vielleicht nur noch an ein paar Zwischengliedern (welche sich wohl noch finden möchten, und wozu sich z. B. gleich die Brasilianer Eisen-Masse eignen dürfte, welche, obgleich im Ganzen bicht und derb, nach den neuesten Reiseberichten der Bayer'schen Raturforscher, die selbe an Ort und Stelle saben, voll Gruben, löcher und oberflächlicher Eindrude ift, die jum Teil mit eingefeilten Quarg? Studen erfüllt fein follen), um diesen auch hier sinnlich nachweisen zu können. Es findet eine ungleich größere Verschiedenheit im äußern Ansehen sowohl, als im Aggregats- und Rohässons-Sustande ja selbst im qualitativen und quantitativen Verhältnisse der Gemeng- und Bestandteile zwischen manchen Meteor-Steinen Statt, als zwischen jenen Massen. Ein in der mineralogifchen Diagnoftit geübtef Auge burfte gwifchen einem etwaf grobtornigen, eifenfchuffigen Sandfteine, und einem etwas dichten, porphyrartigen Bimfleine wohl kaum mehr Verschiedenheit auffinden können, als 2. B. amischen den Meteor Steinen von Sichstädt und von Stannern. Und doch läfft fich amischen diesen letteren durch eine Reibe von Zwischengliedern, welche die allmäbliche Abanderung des Aggregats und Robäsions-Zustandes, und die graduelle Zustandsveränderung mancher einzelnen Gemengteile und deren allmählichef Bervortreten versinnlichen, ein augenscheinlicher Ubergang nachweisen, welches zum Teil bei Erklärung der siebenten Tafel geschehen wird, und bei einer fünftigen Veranlaffung umständlicher geschehen soll.

Reine Verwandtschaft von Gattungen terrestrischer Fossilien versinnlicht wohl den Vegriff einer Sippschaft (wie ich mich sehr bald überzeugte, und daher dieses Ausdruckes schon bei Gelegenheit meiner Beschreibung der mährischen Aerolithen in Gilberts Annalen 1808 bediente, als ich zuerst auf die viel zu wenig beachtete Verschiedenheit der Meteor-Stein überhaupt, und auf die doch zwischen ihnen bestehende Verwandtschaft vorläufig aufmerksam machte), selbst ganz rein orzstognostisch genommen, deutlicher, und bei weitem keine zeigt so ausgedehnte Grenzen und so heterogen scheinende Extreme bei so allmählichen Übergangen, als die Meteor-Wassen, und bei keiner Verwandtschaftsstufe terrestrischer Fossilien ist die Konstruierung einer so genannten Suite, in Werners Sinne, zu ihrer vollständigen Exfenntnis notwendiger und an sich interessanter und lehrreicher.

Die Betrachtung der Meteor-Massen von dieser Seite, nämlich von Seite ihrer so wesentlichen Verschiedenheit voneinander, welche bisher, wie nun auch Chladni bemerkt, so wenig berücksichtigt wurde, obgleich noch weit ausfallendere Beispiele, als das oben angeführte (z. B. die unter sich sowohl als von allen übrigen noch weit mehr als jene, und in vielsachen Beziehungen abweichenden Meteor-Steine von Alais, Chantonnay, Erzleben, Langres), Ausmerksamkeit hätten erregen sollen, — und nach dieser ihrer Versippung unter einander: möchte wohl, wo nicht über den Ort, doch über die Art ihrer ursprünglichen Entstehung und Bildung, und über manche, noch lange nicht befriedigend erklärte Erscheinungen bei ihrem Niederfalle, einiges Licht geben, und vielleicht selbst manche unserer geognostischen und oryktognostischen Ansichten berichtigen.

gesetzten ebenen Fläche gegen den Rand zu liegen, zumal an der linken Seite (die Masse von dieser Fläche betrachtet) der oberen Hälfte, gleichen ziemlich jenen der vorigen Fläche, nur sind erstere seichter, minder ausgeschweift in ihrem Umrisse, und haben wenigere und breitere Eindrücke, oder gleichen vielmehr selbst bloß aneinander stoßenden größeren Eindrücken, und die zwischen ihnen liegenden Erhabenheiten sind auch nur wenig erhaben und rippenartia, und verflachen sich mehr nach Art jener, welche einzelne seichte Eindrücke zu begrenzen pflegen. Die drei großen ausgezeichneten Vertiefungen aber, welche in und gegen die Mitte, zumal der untern Hälfte, dieser Fläche liegen, unterscheiden sich sehr von allen übrigen, und zwar nicht nur durch ihre Größe, indem die größte über 4 Zoll im Durchmesser misst, und durch ihre geringe Tiefe, indem eben diese Vertiefung an der tiefsten Stelle kaum 6 Linien unter die horizontale Ebene der Fläche reicht, sondern vorzüglich dadurch, dass sie keinen runden, sondern einen unregels mäßigen, obgleich wenig ausgeschweiften Umriff, und sehr seichte, faum merkliche, aber große und breit verlaufende, gleichsam in einander fließende Eindrücke haben, und dass sie, einzelne Stellen ausgenommen, wo sie an tiefere Nandeindrücke grenzen, von keinen rippenartigen Erhabenheiten begrenzt sind, sondern schief aussteigend, allmählich in die ziemlich horizontalen Ebenen, die zwischen und an ihnen liegen, und die an den meisten Stellen selbst etwas weniges ausgehöhlt sind, übergehen.9

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Die auffallende Verschiedenheit dieser Fläche von der entgegen gesetzen, welche offenbar zeigt, dass auch solche Massen während ihres Niederfallens noch eine wesentliche — sei es auch nur eine oberflächliche — Veränderung erleiden, wovon bei den Meteor-Steinen, wenn sie auch noch so kleine Vruchstücke der zerplatzen Feuerkugel sind, die um und um sie umgebende Rinde den Veweis liesert, wäre hier schlechterdings nicht zu erklären, zumal sie nur einen Teil, wenn gleich den größeren, derselben betrifft, wenn man nicht annähme, was auch höchst wahrscheinlich ist, das diese Fläche, oder vielmehr bloß jener Teil derselben, erst später gebildet worden, und zwar durch Lostennung

Auf der konveren Fläche zeigen sich nebst ein paar zarten, engen, wahrhaften Nissen oder Sprüngen, welche sich über Erhabenheiten und Vertiefungen eine bedeutende Strecke von mehreren Vollen fortsetzen, teils gerade, teils gebogen und gezackt verlausen, und, soweit es sich durch ein hinein gestecktes Vlatt Papier messen lässt, wenigstens einige Linien tief sind, — merkwürdige Einschnitzte, die das Ansehen haben, als wären sie absichtlich durch ein meißelsoder habenartiges Werkzeug hervor gebracht worden, aber keines wegs daher rühren können, da sie viel zu häusig und regelmäßig vorkommen, keinen der Schärfe eines schneidenden Instrumentes, sondern vielmehr einen der Beschaffenheit der Oberfläche der Eins

jenef zweiten zugleich herabgefallenen kleineren Stüdef, während bem Niederfallen, entstanden fei. Da jedoch diesef Stud nur 16 Pfund, demnach kaum den vierten Teil dieser vorhandenen Masse, gewogen haben soll, jener Teil biefer Fläche derselben aber, welchen sie nach obigem bededt haben musste, eine Ausbehnung von 10 bis 12 Boll an Länge und 4 bif 7 goll an Breite hat; so muffte jenef Stud sehr flach, und kaum einen Zou did gewesen fein. Ef heißt nun zwar in der Urkunde, daffelbe sei viel kleiner als die eingesendete Hauptmasse gewesen, doch wird auch darin erwähnt, daff daffelbe eine bei 2 Ellen weite, also eine felbst noch größere Spalte alf jene, in die Erbe gemacht habe, folglich wenigstens nach einer Richtung eine beträchtliche Ausbehnung gehabt haben muffe; auch erhellet auf der Urkunde, daff daffelbe gerftüdelt worden sei, indem die Untersuchungs-Kommission nur einen Zeil bavon erhielt: das Stud muf bemnach wirklich sehr dunn gewesen sein, sonst wäre eine Zerstüdelung ober auch nur Teilung besselben, bei der bekannten außerordentlichen Zähigkeit solcher Massen, nicht leicht möglich gewesen. Daff aber außer diefem Stüde noch mehrere fich lofgetrennt haben und unbeobachtet niedergefallen fein follten, ift wohl nicht wahrscheinlich, da so viele Augenzeugen auf dem Plate waren, die Feuerkugel im Zerplaten, und bie beiben Stüde, in welche sie sich teilte, im Riederfallen gesehen, und das eine Stüd selbst auf 2000 Schritt Entfernung (und eine noch größere Entfernung vom Puntte def Riederfallf der Sauptmaffe, folglich eine noch mehr parabolische Richtung in Falle eines Stüdes ift, bei ber geringen Höhe, auf ber die Feuerkugel, wenigstens im Momente def Zerplatenf, gestanden zu haben scheint, und sei der allenfalls voraussetbaren Projektions-Rraft gegen die Zentripetal-Rraft eines Rörpers von soldem spezifischen Gewichte, nicht wohl denkbar) sogleich aufgefunden wurde. Daff aber vollends die Sauptmaffe im Momente des Auffallens auf festen Grund ihren Umfang verändert, fich abgeplattet, und demnach in die Breite und Lange ausgebehnt haben sollte, so dass jenes Stud vor seiner ursprünglichen Lostrennung einen weit fleineren Fled zu bededen gehabt hätte, und folglich beträchtlich fleiner gewesen sein dürfte; diesem, an und für sich, widerspricht nicht nur bei gegenwärtigem individuellen Falle die ganze Beschaffenheit der Masse in allen Beziehungen, sondern es streitet überhaupt eine Menge von Gründen gegen die, einer solchen Annahme zur Basis dienende, Voraussetzung, und, wie es scheint, ziemlich allgemein angenommene Meinung, alf tämen die Meteor-Maffen jeder Art, Metalle wie Steine, in einem folden Grade von Weichheit, ja selbst von Flüssigkeit zur Erde, wenn gleich andererseits nicht in Abrede gestellt werden kann, dass, wenigstens bei letteren, die Gemengeteile, und vielleicht felbst die entfernteren Bestandteile, sich vor und in den Momente bef Niederfallens in einem ganz andern Robäsions Zustande befinden müssen, als die Steine im Ganzen kurze Zeit nachber erkennen laffen.

Um obige Mutmaßung vollkommen zu bewähren, müsste das in Frage stehende Stück ebenso kontrastierende, und den Flächen unserer Hauptmasse respektiv entsprechende Oberflächen zeigen; und es wäre demnach
sehr zu wünschen, dass wenigstens ein Teil davon noch aufgefunden werden möchte, zu welchen Ende neuerdings Nachforschungen eingeleitet worden sind. drücke entsprechenden Grund, und abgerundete, der Beschaffenheit der Oberfläche der Erhabenheiten entsprechende, klassende Ränder erkennen lassen. Es zeigen sich diese Einschnitte vorzüglich gueer über dem Rücken, seltener nach der Länge der rippenartigen Erhabenheis ten, nur wenige finden sich in der Tiefe der seichteren Eindrücke, und setzen sich über diese, wenn sie von Erhabenheiten kommen, auch nicht weit und seichter fort. Nur wenige haben die Länge von 1 bis 2 Jollen, die meisten nur von 3 bis 6 Linien, bei einer ziemlich gleichförmigen Tiefe von etwa  $\frac{2}{12}$  bis  $\frac{3}{12}$  Linie, und einer ähnlichen Weite, die nach der Tiefe, und meistens nach den beiden Enden hin, etwas abnimmt. Wenn man mit einem seinen spizigen Instrumente die Tiefe verfolgt, so gelangt man nach Hinwegschaffung des den Raum auffüllenden, gelben odrigen Pulvers, oft erst in einer Tiefe von einer halben, ja beinahe ganzen Linie, auf den Grund, der entweder von dem Nindenhäutchen der Oberfläche bedeckt ist, das sich in jedem Falle an den Wänden bis hinab zieht, oder bisweilen Farbe und Glanz des Metalle zeigt. Sie laufen meistens schnurgerade, nur äußerst wenige sind nach den Krümmungen der Erhabenheiten etwas gebogen, und stehen meist einzeln, weit voneinander entfernt, inzwischen doch auch bisweilen paarweise genähert, sich parallel oder in einen Winkel zusammenstoßend. Höchst merkwürdig ist, dass diese Einschnitte, so abgebrochen in ihrem Verlaufe und so zerstreut auf der Oberfläche der Masse sie auch erscheine, doch beinahe ohne Ausnahme in drei bestimmten, leicht erkennbaren Richtungen streichen, und einen Parallelismus und eine Winkeldurchkreuzung zeigen, welche, insoweit sie bestimmt und verglichen werden können, dem kristallinischen Gefüge der Masse, von dem in der Folge die

Rede sein wird, zu entsprechen, oder wenigstens mit demselben in einigem Zusammenhange zu stehen scheinen.

Die Masse hat im Ganzen eine schwärzlichsbraune Farbe, welche faum im geringsten die metallische Ratur derselben verrät. Alle Vertiefungen und Eindrücke, sowohl die auf der konveren als auch die gegen den Rand der ebenen Fläche und auf allen Rändern liegenden, so wie auch die Einschnitte auf der konveren Fläche, sind matt, und ihre Karbe zieht sich auf dem schwärzlichebraunen inf graue, erd, und rostbräunlich-gelbe, hie und da inf roströtlichgelbe; die großen Vertiefungen aber mit ihren Eindrücken, und die zwischen und an ihnen liegenden flachen, nur etwas ausgehöhlten Stellen auf der ebenen Fläche, haben eine sehr matte, rostbraune Farbe. Alle Erhabenheiten dagegen, welche diese Vertiefungen und Eindrücke an beiden Flächen und an allen Rändern begrenzen, die flassenden Ränder der Einschnitte an der konveren Fläche, dann der äußerste Rand, mit welchem die großen Vertiefungen auf der ebenen Fläche in die angrenzenden flacheren Stellen übergeben, endlich der ganze linke Seitenrand dieser Fläche mit der oberen Spike, welcher gleichsam gegen die konvere Fläche hinüber ges drückt erscheint, haben eine fettige, etwas wachsähnliche, glänzende, bräunlichschwarze Farbe, welche an den äußersten Kanten, zumal auf dem Rücken der rippens und zapfenartigen Erhabenheiten, hie und da in eine rein metallisch eisengraue gleichsam übergeht. Der Art Stellen von rein metallischem Ansehen und Glanze, des ren Farbe auf dem eisengrauen bald mehr inf Zink, bald mehr inf Silberweiße sich zieht, finden sich von verschiedener Größe und Ausbehnung, doch meistens nur sehr klein, hin und wieder auch selbst in den Eindrücken der konveren Fläche, am meisten aber und von ausgezeichnet silberweißer Farbe am übergebogenen untern Seitenrande der ebenen Fläche, der übrigens mit äußerst dünner, glatter, schwarzbrauner Rinde bedeckt ist. Die ganze Oberfläche der Masse, jene der großen Vertiefungen und der angrenzenden flachen Stellen der ebenen Fläche ausgenommen, erscheint dem bloßen Auge beinahe glatt, bei näherer Betrachtung mit einer Lupe aber erscheint sie, und zwar in allen Vertiefungen und Eindrücken, äußerst fein geförnt, chagrinartig rau; an allen, dunkleren und glänzenderen, Erhabenheiten und Stellen dagegen mehr glatt und nur zart aderia, metallische Ramisikationen bildend, die sich ziemlich weitschichtig, und meistens von dem Rücken der Erhabenheiten über die Verflachung zu beiden Seiten gegen die Eindrücke, welche sie begrenzen, hin verlaufen; an den rein metallischen, glänzenden Stellen erscheint sie aber vollkommen glatt und spiegelich. Betrachtet man diese letteren Stellen genauer, so ersieht man bald, dass sie von einer äußerst zarten Decke oder Rinde entblößt sind, welche wie ein dünnes Dberhäutchen die ganze Masse umkleidet, sich über alle Vertiefungen und Erhabenheiten ziemlich gleichförmig ausdehnt, und jenef geaderte oder chagrinartig raue Ansehen der übrigen Dberfläche hervor bringt, und die hier an diesen Stellen, wie ihre Aufrandung zeigt, welche einen offenbaren gewaltsamen Bruch, bisweilen aber auch eine natürliche Begrenzung erkennen lässt, entweder zufällig oder absichtlich abgerieben oder abgeschlagen, bisweilen aber auch in ihrer ursprünglichen Bildung unterbrochen worden ist.10

<sup>10</sup> Unverkennbar ist die Ahnlichkeit dieser Rinde, und überhaupt der Beschaffenheit der Oberstäche in dieser Beziehung, mit jener Meteor-Steine, zumal auf der Suite der stark eisenhaltigen, wie z. B. der Steine von

So wenig auffallend jene verschiedenartige Beschaffenheit der Oberfläche, und insbesondere ihre Nauigkeit, und die Existenz dieser zarten Ninde, an der konveren Fläche sowohl, als auch an den, in den übrigen Beziehungen derselben entsprechenden und gleichartigen Stellen der entgegen gesetzen ebenen Fläche erscheinen, um so auffallender und in die Augen springender zeigen sie sich hier auf jenem Teile dieser Fläche, der auch in den übrigen Nücksichten so wesentlich von der Beschaffenheit der ganzen übrigen Oberfläche abweicht, und hier erscheint alles gleichsam nach einem vergrößerten Maßstabe.

Die förnigsraue Oberfläche der drei großen, und selbst einiger an dieselben grenzender kleinerer Vertiesungen zum Teil, so wie auch der zwischen jenen und an und um dieselben liegenden ebeneren Stellen, spricht sich hier dem unbewassneten Auge, so wie dem Gefühle, sehr deutlich aus, und ebenso aussallend erscheinen die glatten, rein metallischen, eisengrauen, nur durch neu entstandenen Eisenrost hie und da matt angeslogenen Flecken von beträchtlichem Umfange, die sich vorzüglich auf den ebeneren Stellen sinden, und welche die ursprüngliche Vedeckung durch eine ähnliche körnigsraue (hier ganz unverkennbare, meist zufällig, und wohl noch mehr absichtlich abgeschlagene, oder vielmehr abgeschälte) Rinde umso deutlicher erkennen machen, da sie an allen diesen Stellen durchgehend von ansehnlicher Dicke ist, die selten weniger als eine halbe Linie, gewöhnlich  $\frac{3}{4}$  Linien beträgt.

Schon mit freiem Auge kann man hier erkennen, dass die Rausigkeit dieser Rinde durch kleine und äußerst kleine rundliche Erhas

Cichftadt, Timochin, Tabor, Barbotan, L'Aigle zc., und in gewisser Beziehung ber von Chantonnan, Errleben und Ensisheim.

benheiten oder Wärzchen hervorgebracht wird, welche unordentlich dicht aneinander gehäuft, bisweilen in kurze Schnüre einzeln anseinander gereihet, oder hie und da zu seinen Abern, und, wie wohl selten, zu größeren Tropfen oder Flecken von verschiedener Form zusammengeslossen sind. Mit der Lupe betrachtet, erscheinen diese Erhabenheiten als einzelne, gleichsam auf der Masse ausgeschwiste, aussitzende Tröpschen mit konverer, etwas rauer, gewisser Massen geträufter Obersläche, von schwarzer Farbe und pechartisgem Glanze, die an einander gereiheten oder mehr oder weniger zu Abern zusammen geslossenen aber etwas abgeplattet, und die Zwischenräume sind mit einem erds oder ockerbräunlichen Zement ausgesüllt, welches, da diese sowohl an sich als zusammen genomsmen mehr Raum ausfüllen als jene Tröpschen, eine solche raue Obersläche im Ganzen rostbraun erscheinen machen.

Ein mittelst eines Meißels losgetrenntes Blättchen solcher Rinde, das sich, wenn die Rontinuität einmal unterbrochen ist, an solchen Stellen sehr leicht von der glatten, selbst spiegelichen Oberfläche der Masse abschälen lässt, zeigt an den Bruchstellen gar keine schlackisge oder poröse Beschassenheit, sondern vielmehr, und zwar an den Bruchrändern, eine zarts und ziemlich geradsaserige Textur nach der Dicke des Blattes. Die Fasern scheinen durch ein ähnsliches ockerartiges, bräunlich und rötlichsgelbes Zement verbunden, oder vielmehr selbst (durch Einwirkung der Luft, welche zwischen die Rauigkeiten der Oberfläche eingedrungen sein konnte) in eine solche ockerartige Substanz verwandelt worden zu sein, und gehen, in zarte Bündel zusammen gehäuft, kolbenförmig und meistens ets was nach einer Richtung gebogen, in sene schwarze Tröpschen an

der Oberfläche über. Ein von den Nanderhebungen jener rauen Vertiefungen und Stellen, und von dem Rücken der sie begrenzenden Erhabenheiten (wo, wie bereits oben erwähnt worden, die Rinde immer dünner, obgleich hier nie so papiers oder vielmehr schneidig dünn, wie an jenen der konveren Fläche, schwärzer, etwas glänzend und beinahe glatt, auch dichter und fester erscheint) auf gleiche Art abgenommenes Rindenblättchen (was jedoch wegen der geringen Dicke und des stärkeren Zusammenhanges mit der Oberfläche hier schwerer und nur in kleinen Fragmenten bewirkt werden fann), zeigt an den Bruchrändern eine ähnliche, aber etwas zartere und mehr eine körnig-faserige Textur, und eine beinahe Zinkweiße Farbe mit starkem, rein metallischem Glanze (wahrscheinlich weil hier wegen Dichtheit der Rinde an der Oberfläche die Luft nicht einwirken konnte), und die Fasern gehen unmittelbar in die eigentliche schwarze Rinde, die hier keine Wärzchen mehr erkennen lässt, indem diese bereits in ein Häutchen zusammengeflos sen zu sein scheinen, über. An einigen Stellen, zumal an solchen, wo die raue Rinde der Vertiefungen in die glatte der Erhebungen übergeht, und hier noch eine beträchtliche Dicke hat, erscheint sie an ihren Bruchrändern gewisser Maßen stratifiziert, und zwar in drei, obgleich nur sehr schwach angedeuteten, ziemlich gleich dicken, horizontalen Schichten, wovon die oberste die eigentliche Rinde, und die unterste das Blatt, welches unmittelbar auf der Masse auflag, bildet, und welche beide in die mittlere, etwas dickere, ohne merkliche Unterbrechung der Richtung der Fasern, übergehen, nur durch eine äußerst zarte horizontale Linie von derselben getrennt scheinen, und sich bloß durch etwas schwächeren metallischen Glanz und etwas veränderte Farbe von ihr unterscheiden, indem erstere mit schwarzen Rindeteilchen, die andere mehr oder weniger mit gelben oder braunen Ocherteilchen gemengt ist. Hie und da, sowohl an dem einen als dem andern Rindenblättchen, erscheinen die Kasern an den Bruchrändern bisweilen Speis oder Messinggelb angelaufen, und diese Stellen zeigen gleichsam den Ubergang vom metallischen Zustande derselben in den ochrigen, nach dem verschiedes nen Grade der Einwirkung der Luft; wie sie sich denn auch meistens dort finden, wo die raue Rinde in die glatte übergeht, folglich der Luft ein geringerer Zutritt gestattet wurde. Die Fläche, mit wels der diese Rindenblättchen überhaupt auf der Oberfläche der Masse aufsigen, ist ganz dicht und ziemlich glatt, nur etwas unregelmäßig streifig, von mattem, metallischem Ansehen, und eisengrau, mit eis nem schwachen oberflächlichen Farbenanfluge von Blau, Roth und Messinggelb, wie Eisen, das längere Zeit an der Luft gelegen hat. Rur da, wo ein solches Blättchen sehr dünn eine erhabene Stelle bedeckte, und sehr dicht und fest aufsaß, erschien jene Fläche mehr oder weniger Zinkweiß und metallisch glänzend. 11

 $<sup>^{11}</sup>$ So sehr das ganze äußere Ansehen dieser, so wie aller ähnlichen Massen meteorischen Ursprunges (selbst ber Meteor-Steine), und insbesondere das kristallinische Gefüge des Eisens, auf dem sie besteben, oder das sie enthalten, unwiderlegbar einen urfprünglich flüffigen Buftand derfelben voraus segen; so widersprechen doch eben biefelben, insbesondere aber die dem Meteor-Eisen ganz eigentümlichen, und von jenen der, durch die bekannten Schmeld-Prozesse erhaltenen Produkte der Runft, so sehr abweichenden physischen Eigenschaften (der hohe Grad von Dehnbarkeit und Sähigkeit, der sich bei großer Sitze verliert, indem bekanntlich alles Meteor-Eisen gerade dann erst brüchig wird), und vor Allem der Umstand, dass diese Massen von mechanisch eingemengtem, ganz unveränderten Schwefeleisen so ganz durchdrungen sind (wie dief von den Meteor-Steinen hinlänglich bekannt ift, von den Eisen-Massen aber bei Gelegenheit der Erflärung der achten und neunten Safel bemerkt werden wird), der, wie ef scheint ziemlich allgemein angenommenen, Meinung, alf wäre dieser flüssige Zustand auf dem so genannten trodenen Wege, durch Site, hervor gebracht, und das Produkt eines gewöhnlichen Schmelz-Prozesses. Roch mehr aber streiten diese Grunde und manche Erscheinungen beim Niederfalle dieser Massen und Steine, und vorzugsweise bei dieser Eisen-Masse, gegen die beinabe ebenso allgemein gefasste, und selbst von unserm Chladni unterftute Meinung, alf ginge diefer Schmels-Prozeff mahrend bef Niederfallf in unfrer Atmosphäre noch fort (over begönne vielmehr wohl gar in selber), und als kämen sie, und als wäre namentlich diese Masse, in wahrhaft durch Site geschmolzenem Zustande, selbst tropfbar fluffig (wie wenigsten unser Bufmann behaupten wollte) bis zur Erde gekommen. Der Umftand, daff bier, laut Urfunde, die Augenzeugen beide Maffen, jede in Gestalt einer feurigen, verwidelten Rette (auf welchen Gufmann gegliederte Zuge von einer Klafter Länge machte),

Noch sind an dieser ebeneren Fläche der Masse zwei Stellen bes merkenswert: die eine befindet sich am oberen Zeile an der rechten Seite derselben am aussteigenden Rande der größten Vertiefung, in Gestalt einer Aushöhlung oder Grube von rundlichtem Umrisse, und 6 bis 7 Linien Weite nach Außen, welche gleichsam durch einen starten, von oben und von der Seite her nach Innen und gegen die Vertiefung wirkenden Eindruck hervor gebracht worden zu sein scheint, indem die eine Wand sehr schief und mit sanst verlausensdem Rande einwärts läuft, die entgegen gesetze aber etwas schief auswärts steigt, und gegen die Vertiefung hin einen ausgeworfenen abgerundeten Rand bildet. Diese Grube verenget sich etwas gegen ihren Grund, welcher einen ovalen Umriss von  $4\frac{1}{2}$  Linie Länge zu  $2\frac{3}{4}$  Linie Vreite hat, und geht in eine Tiese von 2 bis 3 Linien, die aber kaum unter das Niveau der tiessten Stelle jener großen

wollen — aber doch — herab fallen gesehen haben (die Güßmann aus der Hohe eige ergießen lasst), mochte wohl einer optischen Täuschung, einem Licht Phänomene zugeschrieben werden dürsen; und jener, das die Erde, worein sie sielen, rauchte und wie ausgebrannt und grünlich aussah, konnte, wenn ja alles wörtlich und als wahr und richtig bezeichnet angenommen werden soll, wohl mit mehr Grund einer zur Zeit unbefannten Einwirfung der Massen auf dieselbe zugeschrieben werden, als gerade ihrer Hike, die doch nur die der Erde beigemengten animalischen und vegetabilischen Teile verbrennen und rauchen machen konnte, inder nicht einmal eines bemerkten Geruches erwähnt wird. Die flache, wie hingegossene Gestalt, und die wellensörmigen Unebenheiten aber, welche, nebst obigen Punkten der Urkunde, unser Chladni als ganz deutliche Beweise, dass die Materie in geschmolzenem Zustande zur Erde fam, geltend machen zu müssen meint, scheinen mir gerade dagegen zu sprechen. Die Masse müsste, meines Bedünkens, ungleich flacher und platter, wenn sie hingestossen, oder mehr oder weniger konisch sein, wenn sie (wie Güßmann will) in die Erde eingegossen worden, und beides ohne alle Bersprikung, was kaum benkbar ist, und doch der Kall war, vorgegangen wäre.

Geradezu aber, und besonders in diesem individuellen Falle, spricht gegen eine solche Annahme: dass die Wassen soch die Erde gedrungen waren, da sie doch von den Seiten her keinen Widerstand fanden sich außubreiten, und dass dieses Zussellen von solcher Höhe und gewaltsame Eindringen heißer und flüssiger Metall-Wassen ohne alle Versprizung ersolzte; dass ferner an der ganzen einen großen Wasse keine Spur sich sindet von sest antlebender Erde, oder, was bei einer solchen Voraussezung wohl der Fall sein müsste, von eingekneteen und eingeschwolzenen Sandteilchen und Steinchen, mit welchen sie doch in Lontact gekommen sein muss; dass endlich eine der Wassen beim Ausgraben warm befunden wurde, ein Umstand, den man anzumerken gewiss nicht unterlassen bätte, wenn er vorhanden gewesen wäre. Leider wird in der Urkunde nicht bemerkt, wann die Wassen eigentlich ausgegraben wurden; aber eben daraus und auf der ganzen Erzählung lässt sich danehmen, dass es auf der Stelle (bei der kleineren Wasse heißt es auch wirklich: sogleich) oder doch in sedem Falle noch an demselben Tage geschah. Nun aber ereignete sich das Factum Abends um 6 Uhr, und da man wohl schwerlich das Eintreten der Racht wird abgewartet haben; so geschah die Ausgrabung wohl höchst wahrscheinlich innerhalb den ersten zwei Stunden. Eine durch Sitz geschwolzene und im Klüsse sich bestindende Eisen-Wasse von solchem Volumen würde aber wohl kaum in 24 Stunden soweit ausgestühlt gewesen sein, dass man sie hätzte berühren können.

Vertiefung reicht. Die Seitenwände dieser Grube haben ein raues, ochriges Ansehen, den Grund aber schließt eine glatte, nur etwas porös scheinende, matt metallisch glänzende, eisengraue Ebene von graphitähnlichem Ansehen, welche in der Mitte etwas verbrochen ist, und hier wieder eine ochrige Beschaffenheit zeigt.

Die zweite Stelle befindet sich ganz am untern Rande der Masse, wo ein Stück einst gewaltsam und absichtlich abgebrochen worden zu sein scheint. Es zeigt sich hier ein rauer, etwas hakiger, zerklüsteter, und durch Rost verunstalteter Bruch; an einer kleinen Stelle daselbst aber ein deutlicher, wenigstens zweisacher Durchgang von Blättern von beträchtlicher Dicke, metallischem Ansehen und Glanze, und lichtstahlgrauer, ins silberweiße fallender Farbe.

Auf der konveren Fläche sind zwei, gegen die obere Ede der Masse isoliert stehende Erhabenheiten, auf  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Boll Tiese, und auf der ebenen Fläche ist ein Stück von beträchtlicher Ausbehnung (bei 5 Boll lang, 1 bis  $2\frac{1}{4}$  Boll breit und bei  $\frac{3}{4}$  Boll dick) von der Obersläche der Masse am Rande der abgerundeten Ede der rechten Seite, zum Behuse technischer und analytischer Versuche, abgesägt worden, wo nun das Innere der Masse zu Tage liegt. Die solcher Gestalt erhaltenen Abschnittssächen zeigten roh eine dichte, derbe Masse von metallischem Glanze, und lichtstahlgrauer, ins silberweiße sallender Farbe, deren Dichtheit und Gleichsörmigkeit im Gesüge nur hie und da durch zarte gezackte Risse und kleine Rlüste, und noch mehr durch häusig und zerstreut eingemengte, meist mikrostopisch kleine körnige Partiselchen von metallischem Ansehen, stärkerem Glanze und weißerer Farbe, — welche, mit mehr und weniger odriger Substanz verbunden, zum Teil auch jene Risse und Rlüste

erfüllen, — unterbrochen erschien. Eine der kleinen Abschnittstellen auf der konveren Fläche der Masse, welche mit dem Gerbstahl poliert wurde, zeigt eine spiegelnde Oberfläche von beinahe silberweißer, ins stahlgraue fallender Farbe, oder vielmehr einer Farbe, welche jener des polierten Platins sehr ähnelt. Die beiden andern durch jene Abschnitte erhaltenen Flächen wurden mit Salpetersäure geäßt, um das merkwürdige kristallinische Gesüge darzustellen, das sich bei dieser Behandlung am deutlichsten ausspricht, und wovon bei der Erklärung der darauf Bezug habenden Taseln insbesondere die Rede sein wird.

Obgleich von diesen, im Vergleich zur Dicke der Masse, nur oberflächlichen Stellen nicht geradezu auf eine durchaus gleiche Vesschassenheit im Innern geschlossen werden kann, welches überzeugend zu machen ohne wesentliche Veeinträchtigung der, gerade im ganzen Zusammenhange, so merkwürdigen Form und Veschassenheit dieser Masse nicht geschehen konnte; so berechtiget doch zu dieser Annahme einerseits die Übereinstimmung des absoluten Gewichtes mit dem Volumen derselben, nach dem bekannten spezisischen Gewichte, andererseits die bereits gemachte Ersahrung bei ähnlichen Massen, wenn gleich nicht faktisch erwiesenen, doch unbezweiselbar gleichen meteorischen Ursprunges (den Elbogner und Lénartoer Gediegeneisens Massen) welche teils, beinahe durch ihre Mitte, teils selbst nach mehrsachen Richtungen durchschnitten wurden, und durchaus eine, im Wesentlichen, gleichsörmige Veschassenheit zeigten. 12

<sup>12</sup> Man wird die Umständlichkeit in der Beschreibung dieser, an sich sowohl als ihrer vielseitigen Beziehungen wegen, höchst merkwürdigen Masse, dem Bestreben zu Gute halten, jedem entsernten Forscher, der sie nie, vielleicht keine ähnliche je zu Gesicht bekommen dürste, die möglichst vollkommenste anschauliche Kenntnis (wozu die bildliche Darstellung, der Unvollkommenheit der Kunst und der Beschaffenheit des Gegenstandes wegen, leider nur wenig beitragen konnte) von derselben zu verschaffen, und ihn in den Stand zu sesen, über so manch Rätselhaftes

Die bildliche Darstellung zeigt diese merkwürdige Masse, von der konveren Fläche betrachtet, in natürlicher Größe.

und Paradores, das uns die Erklärung des Ursprungs und der Bildung meteorischer Massen, und der meisten ihr Erscheinen und Riederfallen begleitenden Umstände, so schwer, ja unmöglich zu machen scheint, und worüber, vorzüglich maf die Eifen-Maffen betrifft, diese als Prototyp und als zur Zeit einzige, ermiesener Maffen, meteorischen Urfprungf, einigef Licht geben kann, eine Mutmagung faffen, ober wenigstenf die zum Teil ziemlich widersprechenden Folgerungen und Behauptungen, zu welchen die mehr oder weniger genaue, richtige und unbefangene authoptische Betrachtung und Beurteilung derselben bei Andern bereits Veranlassung gegeben hat, und ohne Zweisel in der Folge noch geben wird, prüfen und mürdigen zu fonnen. Eine erschöpfende Genauigkeit bei Beschreibung dieser Masse schien mir umso notwendiger, als eine vor der Sand sehr unbedeutend und gang unwesentlich scheinende Rleinigkeit in der Folge bei Auffaffung oder Beurteilung, Verteidigung oder Widerlegung einer Anficht oder Erflärung, oft wichtig und entscheidend sein kann, die schwierige Behandlung eines so massiven Rloges aber eine oftmalige Biederholung ähnlicher Betrachtungen, vernachläffigter Nachforschungen wegen, nicht wohl gestattet. Dagegen glaubte ich die Bekanntmachung der Refultate der analytisch-emischen und physisch-technischen Untersuchungen für eine fünftige Veranlaffung versparen zu sollen, da dieser Gegenstand eigentlich nicht zum Zweck der gegenwärtigen gebort, und eine Ausarbeitung vorausset, die nur mangelhaft und unvollkommen hätte zu Stande gebracht werden können, da ef an der benötigten Muße gebrach, indem sie nicht nur eine Wiederholung und Erneuerung aller früher (1808) gemachten, peremtorisch abgebrochenen, sondern eine Menge ganz neu anzustellender Versuche, wozu die in dieser Zwischenzeit erhaltenen Materialien Stoff genug lieferten, notwendig gemacht hätte.

### 2 Zweite Tafel.

#### 2.1 Zabor.

Einer der größten Steine von dem sehr bekannten und ziemlich ergiebig gewesenen Steinregen, 13 der sich am 3. Julius 1753 um 8 Uhr Abends bei Tabor (eigentlich um Strkow, nächst Plan, einem zur Herrschaft Seltsch gehörigen, eine Stunde von Tabor entsernten Dorfe) in Böhmen ereignete, von beinahe 5 Pfund am Gewichte, und welcher im Momente der Begebenheit, vor eisnem, nach der Hand als Augenzeuge amtlich vernommenen Knechte (Math. Wondruschka) auf 30 Schritte Entsernung niedersiel, und ohne sich merklich zu versenten, bloß die Erde auswarf, auch sogleich von dem Beobachter ausgehoben und der Ortsobrigkeit übergeben wurde.

Es wurde dieser Stein von dem damaligen, zu jener Zeit in Tabor, der Kreisstadt des Bechiner Kreises, residierenden königl. Böhmischen Kreishauptmanne, Grafen Binc. v. Wratislaw, gleich nach der Begebenheit, die derselbe aus eigenem Antriebe amtlich und förmlich an Ort und Stelle untersuchte, mit einem umständlichen Berichte an das königl. Böhmische Kammer-Präsidium zu Prag,

<sup>13</sup> Ungeachtet der Ergiebigkeit dieses Steinregens, indem sich derselbe doch über einen Flächenraum von einer balben Stunde in der Länge, und einer Viertelstunde in der Breite erstrecke, und derselbe Veobachter von seinem Standplaße aus, von wo er den einen Stein fallen sah, noch deren vier in das Setreide niederfallen hörte (die solglich in seiner Nähe, und die Steine daher im Durchschnitt überhaupt ziemlich dicht gefallen sein müssen), und viele der Steine groß und von bedeutendem Gewichte waren (von 5 bis 13 Pfund), und obgleich die Vegebenheit zu iener Zeit viel Aussehen erregte, und durch Zeitungs und wissenschaftliche Nachrichten bekannt gemacht wurde; so scheinen doch gegenwärtig nur wenige Velege mehr davon, und meistens nur in Vruchstüten, nachweisbar vorhanden zu sein. Außer einigen Privaten in Prag, und vielleicht noch an einigen Orten in Vöhmen, und Hrn. Ehladnt, sind meines Wissens nur das Universitäts-Wuseum in Pesth, die De Orée'sche Sammlung in Paris, und das Mus. britan. in London (welches das von Vorn beschriebene Stück mit dessen Sammlung durch Grevilles Vermächtnis erhielt), im Vesitze von solchen.

und von diesem an die k. k. allgemeine Hosfkammer nach Wien eingesendet.

Der Stein ist vollkommen ganz, und um und um mit Rinde bedeckt, die nur an einigen kleinen Stellen etwas abgestoßen, und hie und da abgebrochen worden ist.

Es zeichnet sich derselbe besonders durch eine anscheinende Regelmäßigkeit<sup>14</sup> in seiner Form aus. Er bildet nämlich eine deutliche, nur etwas verschoben und ungleichseitig vierseitige, abgestumpste niedere Pyramide, 15 deren Grundsläche  $4\frac{1}{2}$  Boll in Länge und Breite, die obere Endsläche 3 Boll in beiden Durchmessern, und deren Höhe bei 3 Boll misst.

<sup>14</sup> Diese Regelmäßigkeit, auf die ich bereits in meinen Aussätzen in Gilberts Annalen, 1808, ausmerksam gemacht habe, und die nun auch Hr. D. Chladni bewährt und einer Beachtung wert gefunden hat, ist umso merkwürdiger, da hierin eine Übereinstimmung oder doch eine auffallende Annäherung zwischen vielen Steinen, nicht nur von einer und derselben Begebenheit (demnach zwischen Bruchstücken ein und beselben Meteors), sondern auch von, nach Zeit und Ort, sehr verschiedenen Ereignissen, und selbst zwischen solchen Statt sindet, die sowohl in ihrem Aggregats als Kohäsions Aufmande, als sogar im qualitativen und quantitativen Berbältnisse der nächsten und wesentlichsten Bestands und Gemengteile bedeutend voneinander abweichen (und kaum können dies in diesen Beziehungen irgendwelche mehr als z. B. die Steine von Zabor und von Stannern), und da dieselbe auf einen Grunds Typus hinzudeuten scheint, der jenem sehr nahe kommt, welcher der ähnlichen Bildung (Struktur, AbsonderungsSerspaltungssorm — Figurierung —) einiger terrestrischer, der Trappe-Formation angehörigen Fossilien, welchen die MeteorsSteine in mehrfachen Beziehungen überhaupt sehr verwandt sind, zum Grunde liegt.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Da jener Regelmäßigfeit fein Kristallisation-Geset zum Grunde liegen kann, und demnach die vorkommenden Flächen und Ranten keineswegf mit wahren Kristallisation-Flächen und Kanten verglichen werden dürfen, wie sie denn auch ihrer zufälligen Beschaffenheit, der Eindrüde und Berdrüdungen wegen, wenigstens nicht mit der gehörigen Benauigfeit, weber geometrifch gedeutet, noch goniometrifch bestimmt werden können; fo durfte bie Darstellung und Beschreibung der Formen auch nur destriptiv, nach der auffallendsten und am leichtesten zu versinnlichenden Ähnlichkeit mit einer bekannten geometrischen Figur, keineswegs aber kristallologisch genommen werden. Wollte man letteref, so mufte man die Form diefef Steinef alf eine verschobene und ungleich vierseitige Säule mit schief aufgesetter Endfläche betrachten. Bemerkenswert scheint übrigenf doch zu sein, daff zwei Seitenkanten an diesem Steine, mit möglichster Genauigkeit an gleichen Punkten gemeffen, einen gleichen Winkel von beiläufig 98°, und darin eine Ubereinstimmung mit ähnlichen Kanten von drei verschiedenen fäulenförmigen Basalten des Kabinettes zeigten, die damit verglichen wurden; so wie sich auch ein ganz ähnlicher Winkel von einer Seitenkante am nächst zu beschreibenden Steine von L'Aigle, und ein ähnlicher am Steine von Lissa fand. Uberhaupt messen die Winkel ber schärfern Ranten dieses Steines zwischen 75 und 95°, und die der stumpferen zwischen 105 und 125°. Zwei Steine von diesem Ereigniffe, welche der um die Geschichte desselben so verdiente, in der Zwischenzeit verstorbene D. Mayer, und einer, welchen Graf Thun in Prag besaß, und welche mir die gefälligen Besitzer einst zur Ansicht einschickten, hatten ebenfalls eine ziemlich regelmäßige Gestalt. Der eine, 10 Loth schwer, war rhomboidal; der andere, der nur 3 Quantosen wog, bildete eine vollkommene, scharfkantige, nur etwas schiefe, sonst fast gleichseitig dreiseitige Phramide; und der dritte, von 1 Pfund 10 Loth, einen sehr verschobenen Rhombus, dem in der Folge zu beschreibenden Steine von Lisa sehr ähnlich.

Die Grundfläche ist fast ganz eben, und nur an einem Rande, wo die Rante schief und etwas ungleich abgestumpft ist, von der horizontalen Ebene abweichend. Sie zeigt mehrere große länglichte, aber sehr seichte Eindrücke.

Iwei Seitenflächen, welche beinahe senkrecht auf die Grundfläche aufgesett sind, und mit derselben stumpfe und etwas abgerundete und geschweiste Grundfanten bilden, sind kleiner als die beiden and dern, etwas konver, haben wenige, kleine, ziemlich seichte Eindrücke, und stoßen in eine sehr abgerundete gemeinschaftliche Seitenkante zusammen.

Die beiden andern größeren Seitenflächen erheben sich unter eis nem ziemlich spitzen Winkel schief von der Grundfläche, und stoßen in eine ziemlich scharfe gemeinschaftliche Kante zusammen, welche mit den Kanten der Grundfläche eine starke hervorspringende Ecke bildet. Die eine dieser Flächen, die größte von allen, ist sehr gewölbt, und hat nur sehr wenige rundliche seichte Eindrücke; die durch sie mit der Grundfläche gebildete Grundfante ist schief und ungleich abgestumpft, die mit der anstoßenden Seitenfläche gebildete Seitenkante stumpf zugerundet. Die andere oder vierte Seitenfläche ist etwas konkav, sonst flach und eben, und zeigt nur einen großen, aber sehr seichten, sanft verlaufenden, und einen ovalen, starken, tiefen Eindruck, in dessen Grunde ein großes Korn Metall steckt. Die von dieser Fläche mit der Grundfläche gebildete Grundfante ist abgerundet, gegen die eine Ede hin aber ziemlich scharf, übrigens ungleich, etwas geschweift und eingedrückt im Verlause; die mit der anstoßenden Seitenfläche gebildete Seitenkante ist aber, im ganzen etwas gebogenen Verlause, ziemlich scharf.

Die obere Endfläche entspricht der Form nach der Grundfläche, nur ist sie kleiner, und der Richtung der Seitenflächen nach, wos von zwei fast senkrecht unter einem Winkel von beinahe 90, zwei aber schief unter etwa 75° von der Grundfläche aussteigen, aus dem Mittel geschoben. Sie ist übrigens ziemlich stark vertieft, und hat viele, zum Teil große und ziemlich tiese Eindrücke. Die von den Seitenflächen her mit derselben gebildeten Endkanten sind alle etwas geschweift, verdrückt, gebogen, und unregelmäßig im Verslause, aber doch ziemlich scharf, nur die von der konveren großen Seitenfläche her gebildete, ist stark verdrückt und etwas breit abgesrundet.

Die Rinde ist durchauf gleichförmig dieselbe, und so wie sie bei Meteor-Steinen von ähnlicher Beschaffenheit der Masse, bei einem solden Aggregats-Zustande und einem gleichen gualitativen und quantitativen Verhältnisse der Bestand- und Gemengteile, zumal bei einem ähnlichen bedeutenden Gehalte an Gediegeneisen, durchgehends gefunden wird; nämlich: von schwärzlich-brauner, hie und da, mehr oder weniger, mit eisengrau und odergelb und bräunlich gemischter Farbe, sehr schwachen, matten, hie und da schimmernden, stellenweise matt metallischem Glanze, und ziemlich glatter, nur hie und da fein und verworren, kurz und runzlicht-aderiger, größten Teils aber klein und platt körniger, narbiger oder warziger Oberfläche, mit ziemlich häufig eingestreuten eisengrauen, metallisch glänzenden Punkten, und größeren oder kleineren Flecken, als den vorragenden und abgeplatteten Spiken und Zacken des eingemengs ten Gediegeneisens. Ihre Dicke beträgt  $\frac{1}{12}$  bis  $\frac{2}{12}$ , selten  $\frac{3}{12}$  einer Linie. Ihre Härte ist bedeutend, indem sie mit dem Stahle leicht und ziemlich wacker Funken gibt. Sie wirkt an allen Stellen sehr fräftig auf die Magnetnadel, und setzt eine ziemlich empfindliche auf einen halben Zoll Entfernung lebhaft in Bewegung.

Sie gleicht in allen diesen Eigenschaften am meisten jener der Meteor-Steine von Eichstädt, Timochin, Barbotan, L'Aigle, Apt, Charsonville, Berlanguillas, Toulouse zc.

An einigen Stellen, namentlich an drei Eden der Grundfläche, und an einer der oberen Endflächen, und auf zwei Pläßen an den Grundfanten dieses Steines, zeigt sich etwas unvollkommene Rinde, das ist, Rinde, die sich nicht vollkommen ausgebildet hat, keine vollkommen zusammenhangende Kruste bildet, und die Steinmasse nicht ganz bedeckt, sondern nur in Tropsen, oder in, aus solchen zusammen gestossenen Adern oder Flecken dieselbe teilweise deckt. 16

Die Abbildung des Steines, welche die Versinnlichung der auffallend regelmäßigen Form und der Beschaffenheit seiner Obersläche zum Zwecke hat, ist von einer Ansicht desselben genommen, in welcher sich erstere und ihre Ähnlichkeit mit einer bekannten Figur, insbesondere aber ihre Übereinstimmung mit andern ähnlich gestalteten Meteor-Steinen am deutlichsten ausspricht. Der Stein ist diesem zu Folge auf seiner Grundsläche (ihn als Phramide betrach-

<sup>16</sup>Ef scheint nicht, dass die unvollkommene Ninde an diesen Stellen der späteren Entstehung dersetben, durch Lostrennung oder Absprengung eines Stücks, und folglich dem Mangel des benötigten Zeit-Moments zu ihrer Bildung, welches am gewöhnlichsten wohl der Fall sein dürfte, sondern vielmehr der individuellen Beschaffenheit und dem besonderen Mengungsverhältnisse der Grundmasse an diesen Stellen, welche der Rindenbildung mehr Widerstand leisteten, zuzuschreiben sei, wie denn auch diese Stellen nur sehr klein sind, und keinen Berlust der Masse erkennen lassen. Ich verweise übrigens hinsichtlich dieser Beschaffenheit der Rinde, welche sich mehr oder weniger beinahe auf sedem einzelnen Meteor-Steine sindet, wie ich zuerst bemerkt habe, und welche umso merkwürdiger ist, da sie uns am ersten über die höchst rätselhafte, und zur Zeit noch gar nicht besreidzend erklärte Entstehung und Bildung der Rinde an den Meteor-Wassen überhaupt Ausschluss geben könnte, auf die Erklärung von Fig. 3 und 4 der sechsten Tasel, und hinsichtlich der mannigsaltigen Beschaffenheit derselben überhaupt auf sene sämtlicher Darstellungen auf der vierten, fünsten und sechsten Tasel, und im Allgemeinen auf meinen Aussa im Gilberts Annalen B. 31, und bitte damit zu vergleichen, was, hinsichtlich ihrer Entstehung und Bildung, Hr. Prosessor v. Scherer an denselben Orte, und Hr. D. Chladni in seinem neuesten Werte vorgebracht haben.

tend) liegend, von der einen breiten, konveren Seitenfläche etwaf gewendet vorgestellt, um den ganzen Umriss, eine zweite Seitenssläche mit der verlängerten Kante und der vorspringenden Ecke, und die obere Endfläche ersichtlich zu machen.

## 2.2 L'Aigle.

Einer von den größeren Steinen von dem besonders ergiebigen Steinregen,<sup>17</sup> der sich am 26. April 1803, Nachmittags gegen 1 Uhr, zu L'Aigle (Departement de l'Orne, der ehemaligen Normandie) in Frankreich (etwa 25 franz. Meilen westlich von Paris) ereignete, von beinahe 2 Pfund am Gewicht.

Es ward derselbe noch im Laufe desselben Jahres, in welchem sich die Begebenheit zutrug, in Wien zu Raufe geboten, und von dem damaligen Direktor, Abbé Stüt, für das k. k. Mineraliens Rabinett angekauft.

Er ist vollkommen ganz und um und um überrindet, nur ist er hie und da an den Kanten etwas abgestoßen, und eine Ede ist

 $<sup>^{17}</sup>$ Im strengeren Sinne; denn es fielen doch zwischen zwei und drei Zausend Steine auf einen Flächenraum von höchstens 2 französ. Quadrat-Meilen, und zwar auf drei Explosions Punkte beschränkt, die zusammen wohl kaum ben fünften Zeil diefef Flächenraumf betroffen haben möchten. Daf Gesamtgewicht, nach einem ähnlichen Mahstabe, wie bei dem Ereignisse von Stannern, geschätzt, durfte wohl 30 bis 40, vielleicht 50 gentner betragen haben, da viele der Steine 3 bif 5, mehrere felbst zwischen 10 und 17 Pfund wogen. Außerdem, das dieses Ereignis, eben dieser Ergiebigkeit und der günstigen Umstände wegen, — dass sich dasselbe nämlich in einer so bewohnten und kultivierten Gegend, und bei hellem Sage zutrug, — nicht nur das meiste Aufsehen in neuester Zeit erregte, und die schlummernde, bisher nur von Zeit zu Zeit durch minder bedeutende Borfälle ähnlicher Art, und oft auf weiter Ferne ber, schwach angeregte Aufmerksamkeit auf diese wunderbaren, und wie sich's bei Erwachung dieser bald zeigte (benn noch in bemfelben Jahre wurden drei ähnliche beobachtet, und eine davon felbst noch innerhalb den Grenzen des alten Frankreichs, — bei Apt, Departement Baucluse, Oktober 1803 —), keineswegs so seltenen Naturerscheinungen, erweckte, sondern auch nicht wenig beitrug, durch eine, auf Veranlassung des National-Instituts in Parif, von einem berühmten Physiter (Biot) an Ort und Stelle vorgenommene legale und wissenschaftliche Untersuchung und Bewährung des Factums, den noch ziemlich allgemein vorherrschenden Unglauben an die Realität folder Begebenheiten zu verscheuchen; so ift ef auch, auf eben diesen Gründen und durch den Spekulations Geift eines Parifer Mineralien-Sändlers (Lambotin), dassenige, wovon die meisten Belege erhalten wurden und in die Welt famen.

abgebrochen, die sich aber dabei befindet.

Obgleich dieser Stein auf den ersten Anblick sehr unregelmäßig geformt zu sein scheint, die Flächen sehr uneben und ungleich, und die Kanten sehr verdrückt sind; so ist doch bei näherer Betrachetung desselben eine bestimmte, und, wie es scheint, nur zufällig verunstaltete Grundsorm unverkennbar, und ausfallend die Übereinsstimmung mit dem vorher beschriebenen Steine von Tabor.

Er bildet nämlich ebenfalls eine verschoben und ungleichseitig viersseitige, abgestumpfte, niedere Pyramide, deren Grundsläche etwas über 3 Joll, die obere Endfläche  $2\frac{1}{2}$  Joll, in beiden Durchmessern, und deren Höhe beinahe  $2\frac{1}{2}$  Joll misst.

Die Grundfläche ist sehr gewöldt, und ebenfalls durch Abstumpsung einer Kante, die aber hier besonders start ist, so dass gleichsam eine neue Fläche durch dieselbe gebildet wird, sehr, und umso mehr verunstaltet, als auch die gegen überstehende Kante einiger Maßen abgestumpft und start verdrückt ist. Übrigens hat diese Fläche nur wenige seichte Eindrücke.

Von den Seitenflächen sind ebenfalls zwei aneinanderstoßende klein, fast senkrecht, etwas konver, und haben nur wenige breite, seichte Eindrücke. Die beiden andern größeren erheben sich unter einem etwas spissigen Winkel schiefer, und stoßen in eine ziemlich scharfe gemeinschaftliche Rante zusammen, welche mit den Ranten der Grundfläche ebenfalls eine hervorspringende Ecke bildet. Die eine dieser Flächen ist ebenfalls konver, und ihr entspricht die abgestumpste Rante der Grundfläche; die andere ist konkav: gerade wie beides am vorhin beschriebenen Steine von Tabor der Fall ist. Auch diese beiden Flächen haben nur sehr wenige kleine und seichte

Eindrücke.

Die obere Endfläche entspricht zwar der Form nach, obgleich sie ziemlich scharf begrenzt ist, nicht der Grundfläche, da diese durch Abstumpfung und Verdrückung der Kanten sehr verunstaltet ist; dagegen vollkommen der gleichnamigen am Steine von Tabor: drei Schenkel des auf ähnliche Art verschobenen ungleichseitigen Vierecks, welches dieselbe bildet, sind nämlich ziemlich gleich, der vierte aber ist viel kürzer; übrigens ist sie kleiner als die Grundfläche, und ebenfalls, durch ungleiche Erhebung der Seitenslächen von der Grundfläche, aus dem Mittel geschoben. Sie ist stark vertiest, und hat viele, meistens ziemlich tiese, zum Teil zusammen gedrängte, aber kleine Eindrücke.

Auch die oberen Endkanten stimmen an beiden Steinen darin überein, dass die von der konveren Seitenfläche mit der oberen Endssläche gebildete, die stumpfeste, die von der konkaven die schärfste, die beiden andern etwas abgerundet sind.

Das Winkelmaß der meisten Kanten, insoweit dasselbe einiger Waßen bestimmbar ist, fällt zwischen 80 u. 115°. 18

Die Rinde ist genau und in jeder Beziehung dieselbe, wie bei dem Steine von Tabor, nur im Ganzen etwas glatter, mehr klein und platt narbig als aderig, und etwas lichter braun, mit mehr bräunlichen und gelblichen Ockerflecken, aber fast ohne Spur von Gediegeneisen. Ihre Dicke ist im Ganzen fast noch etwas geringer; an Härte und Wirkung auf den Magnet kommt sie aber genau mit iener am Taborer-Steine überein.

<sup>18</sup> herr Graf v. Frief allhier besitzt zwei Steine von diesem Ereignisse, wovon der eine, beinahe vollkommen ganze und über 3 Pfund schwere, in seiner Form aufallend mit dem hier beschriebenen übereinstimmt, selbst in dem Umstande, dass zwei Seitenflächen mit einer Ede verlängert sind; der andere aber von 24 Loth am Gewichte, obgleich unvollkommen, sich doch auch jener Form sehr nähert.

An mehreren kleinen Stellen der Grundkanten, an den Kanten und an einer Ede der oberen Endfläche, und an der größeren Ede der Grundfläche, zeigt sich unvollkommene Rinde; aber nur an der letzteren Stelle scheint sie die Folge eines Verlustes an Masse, durch spätere Lostrennung eines Stückes, zu sein.

Die Darstellung dieses Steines hat gleiche Zwecke, wie jene des vorhin beschriebenen Steines von Tabor, demnach sind dabei auch gleiche Rücksichten genommen, und derselbe auf seiner — angenommenen — Grundsläche liegend, von der einen breiteren, gewölbten Seitenfläche, etwas gewendet, vorgestellt worden, um den ganzen Umriss, die andere breite konkave Seitenfläche mit der verlängerten Kante und der vorspringenden Ecke, und die obere Endsläche zur Ansicht zu bringen.

## 2.3 Eichstädt.

Ein verschoben vierseitig pyramidales Bruchstück, 7 Loth schwer, von dem am 19. Februar 1785, nach 12 Uhr Mittags, bei Eichstädt in Franken, so viel bekannt, einzeln gefallenen Steine von 5 Pfund 22 Loth am Gewicht, welches um das Jahr 1789 von dem Domherrn v. Hompesch zu Eichstädt, dem damaligen Direktors-Adjunkten des k. k. Mineralien-Rabinettes, Abbé Stüt, mitgeteilt wurde, der es daselbst niederlegte. 19

<sup>19</sup>Ef wurde diesel Stuck, wegen des offenbaren Gehaltes an Gediegeneisen, als des merkwürdigsten Gemengteiles desselben, und mit ihm, auf gleichem Bestimmungsgrunde, der Stein von Tabor (so wie in der Folge der Stein von L'Aigle, und das Bruchstuck vom Mauerkirchner Meteor-Steine), der Agramer Eisen-Masse, und den vorhandenen Stücken vom sibirischen Eisen, beigesellt, und die ganze Suite, bei der eben um jene Zeit vorgenommenen neuen systematischen Einrichtung des Kabinettes, mit der Suite der Magneteisen-Steine vereinigt, in einen Schrank eingereihet.

Die Erhaltung diesel Stückel gab zu einem Auffätze Veranlaffung, welchen Abbé Stüt noch in demselben

Obgleich dieses Bruchstück, dem Gewichte nach, nur den 26sten Teil des ganzen Steines beträgt, so lässt sich doch auf den noch daran vorhandenen natürlichen, mit Rinde bedeckten Flächen welche ohne Zweisel Seitenflächen waren — und auf deren Richtung, so wie auf der gemeinschaftlichen Kante, in welche dieselben zusammen stoßen, nicht nur auf eine regelmäßige, sondern selbst auf eine vierseitig pyramidale, und somit den vorhin beschriebenen Steinen von Tabor und L'Aigle sehr ähnliche Form, welche dieser Stein, als ganz, gehabt haben dürfte, mit aller Wahrscheinlichkeit schließen.

Die beiden überrindeten Flächen erheben sich nämlich schief unter einem Winkel von 72° von der angenommenen breiteren, freilich hier gebrochenen, Grundfläche (wie dies bei einer der größeren schiefern Seitenflächen des Taborer Steines wirklich beiläufig auch der Fall ist), und verschmälern sich offenbar nach oben, lassen also keinen Zweisel über die ursprünglich pyramidale Form des Steines.

Sie stoßen ferner unter einem Winkel von 116° beiläufig, in eine gemeinschaftliche Kante zusammen (bemerkenswert, dass am Tabo-

Jahre, 1789, in Form eines Briefes, in das eben angefangene periodische Wert eines von Vorn und Trebra gestisteten montanistischen Vereines (Vergbaukunde 2. Vand, Leipzig 1790) einrücken ließ, und welcher nicht nur die früheste umständlichere Nachricht von diesem Ereignisse, sondern auch die durch dasselbe angeregte und motivierte Vekanntmachung der höchst merkwürdigen Urkunde über die Agramer Eisen-Masse, und zugleich auch eine Mutmaßung über den wahrscheinlichen Ursprung solcher angeblich auf der Luft gefallenen Massen auch eine ursprünglich iberirdische Entstehung derselben — entsprechend, und in dieser Voraussehung gerade bei diesen zwei dem Verfasser näher bekannt gewordenen Vorsallen (Agram nämlich und Sichstädt, als wo nur einzelne Massen sielen) wirklich am annehmbarsten war. Eine Mutmaßung, die übrigens schon 20 Jahre früher von den Pariser Akademikern, mit Lavoisser an ihrer Spike ausging, und 12 Jahre später noch (1802) von einem bekannten französsischen Physister (Patrin) bei Gelegenheit der Howard'schen Resultate und Folgerungen, und gegen dieselben, verteidiget wurde.

Bruchstude von diesem Eichstädter Steine gehören übrigens zu den seltensten und am wenigsten bekannten von allen Meteorolithen neuerer Zeit, indem die Total-Masse so unbedeutend war, und die Begebenheit selbst erst spät allgemeiner bekannt wurde. (Nämlich lange nach Stüß, 1805 erst, gab Pros. Pickel zu Eichstädt Nachricht davon in v. Molls Annalen.) Ein großes Stud davon besindet sich am Berg-Collegium in München, ein kleines besits Herr v. Moll dasselbst, und kleine Fragmente sinden sich meines Wissens in den durch Vollständigkeit in dieser Partie ausgezeichneten Sammlungen des Marquis De Orée in Paris, und des jüngst verstorbenen L. R. Lavaters in Zürich. Klaproth opserte ein erhaltenes Bruchstüd der Analyse, und Chladni suchte vergebens ein Fragment für seine Sammlung auszutreiben.

rer Steine bei einer stumpf abgerundeten gemeinschaftlichen Kante zweier Seitenflächen ein ähnlicher Winkel von 115° vorkommt); verlängert man sich nun diese beiden Seitenflächen, wovon hier nur ein Teil, und zwar im Mittel, von 12 und 15 Linien vorhans den, nach ihrer offenbaren Richtung bis an ihre höchst wahrscheinliche ursprüngliche Grenze von Ausdehnung in die Breite, d. i. auf etwa 4 Joll (welche Größe20 der Stein, als Cubus genommen, nach seinem absoluten Gewichte und dem spezifischen = 3,7 beiläufig gehabt haben möchte); so kommt, wenn man kein sehr ungleichseis tiges Prisma, oder ganz willkürlich, eine polyedrische Gestalt sich denken will — wogegen dieser so sehr regelmäßige Teil des Gans zen, und in gewisser Beziehung das angegebene Maß des Steines selbst, streitet — ein verschobenes Viered heraus, das höchst wahrscheinlich ungleichseitig war, und eine vorspringende Ede hatte, weil sonst- nach obigen Gewichtsverhältnissen — beinahe bei keiner andern denkbaren Form des Steines, mit welcher sich die Gestalt dieses Bruchstücks vereinigen ließe, ein Durchmesser von 6 Zoll (wie doch ausdrücklich angegeben wird) sich ergeben könnte.

Die beiden überrindeten Flächenreste sind übrigens fast ganz flach und eben, besonders die eine; die andere hat nur ein paar etwas seichte Stellen, die man kaum Eindrücke nennen kann.

Die Rinde ist im Ganzen wie an den Steinen von Tabor und L'Aigle, nur etwas dunkler schwarzbraun, und mehr kurzaderigerunzlich als narbig, und am ähnlichsten jener an den Steinen von

<sup>20</sup> Nach Stüß Nachricht, die sich auf eine schriftliche Mitteilung des B. Hompesch gründet, hatte der Stein ungefähr einen halben Schuh im Durchmesser. (Chladni gibt, wahrscheinlich auf einem kleinen Versehen im Niederschreiben, einen Schuh an.) Diesel kann, nach den Gewichtsverhältnissen, nur insosern gegründet sein, als man damit den längsten meinte, etwa von einer Ecke queer zur entgegen gesetzen gemessen, und dann müsste selbst noch, wie oben erwähnt, eine Ecke etwas verlängert gewesen sein, und wenn der Stein wirklich pyramidal war, dessen Höbe kaum mehr als 3 Zolle betragen haben.

Timochin und Tipperary. Sie ist merklich dicker als an irgendeisnem mir bekannten MeteorsSteine (auch hierin kommt, wenigstensstellenweise, die an den Steinen von Timochin und Tipperary ihr am nächsten), zumal an einer dieser Flächen, wo sie beinahe eine halbe Linie erreicht.<sup>21</sup>

Thre Härte ist etwas geringer als die der Rinde der Steine von Tabor und L'Aigle, doch gibt sie ziemlich leicht am Stahle Funken; dagegen wirkt sie merklich stärker auf die Magnetnadel, und sett dieselbe fan auf  $\frac{3}{4}$  Poll Entfernung in Bewegung. (Auch in diesen beiden Eigenschaften steht ihr die Rinde an den Steinen von Timochin und Tipperary am nächsten.) Und sie gibt dadurch nicht allein, sondern auch durch häusige, etwas erhabene eisengraue metallische Punkte und kleine Flecke von abgeplatteten Spiken und Backen, den starken Gehalt dieses Steines an Gediegeneisen zu erkennen.  $^{22}$ 

Die Darstellung dieses Bruchstückes ist, der Absicht gemäß, und nach den bereits erwähnten Rücksichten, von den beiden mit Rinde

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Stüß gibt auf Bersehen, weil er wahrscheinlich vergaß die Betrachtung mit einer Handlupe, die wohl brei bis vier Mahl vergrößert haben mag, angestellt zu haben, die Dicke auf 2 Linien an.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ef ist dieser Meteor-Stein nicht nur der Gehaltreichste an Gediegeneisen, wie dies auch das spezifische Gewicht bewährt (das nach meiner Wiegung zwischen 3,680 und 3,730 schwankt, und worin ihm nur die Steine von Tipperary nach Higgins, und von Dimochin nach Klaproth gleich zu kommen scheinen, und die Steine von Charsonville nach Haun, und von Sabor nach eigener Wiegung — denn der Bournon'schen Gewichtsangabe gu 4,28 liegt offenbar ein Berfeben ober ber Umftand gum Grunde, daff das gewogene Stüd gufällig ein großes Eisenkorn einschloss — nahe kommen), sondern er enthalt dasselbe auch in den größten, massiblen (obgleich immer noch sehr zarten), und bie und da wirklich ästig verbundenen und zusammen hängenden Zaden, wie sich am beutlichsten an einer abgeschliffenen Rläche erkennen lässt. Ef bedarf in der Sat wohl kaum mehr eines Zwischengliedes, um den Ubergang der Maffe diesef Steinef in jene def fibirifchen Eisen (zumal in die dichteren, weniger zelligen, und mehr erdig-odrigen Partien deffelben, und der angeblich norwegischen und sächsischen Massen im Ganzen) sinnlich nadzuweisen, umso weniger, als in derselben bereits auch der olivinartige Gemengteil (wofür man, nach äußerem Ansehen, Art der Einmengung, nach den physischen Eigenschaften und chemischen Bestandteilen, das mandelsteinartig eingemengte, gleichsam in rundlichte Zellen eingeschlossene und meist von Gediegeneisen umgebene Fossil — das sich mehr oder weniger und in verschiedenen Graden von Ausbildung, wie bei Erklärung der siebenten Safel gezeigt werden wird, in allen Meteor-Steinen findet — zu erkennen nicht anstehen kann) so sehr prädominiert, dass derselbe mit den Metallteilchen gut  $\frac{2}{3}$  der Gesamtmasse beträgt.

bedeckten natürlichen Flächenresten, und von der gemeinschaftlichen Kante, in welche sie zusammenstoßen, genommen.

#### 2.4 Siena.

Ein Bruchstück, oder vielmehr höchst wahrscheinlich (nach Größe, Form, Richtung und Ausdehnung der vorhandenen, natürlichen, mit Rinde bedeckten Flächen) wenigstens die Hälfte eines (ursprüngelich etwa 3 bis 4 Loth schwer gewesenen) mittelgroßen Steines, von 7 Quäntchen am Gewichte, von dem am 16. Junius 1794, Abends nach 7 Uhr, bei Siena im Tostanischen Statt gehabten beträchtelichen Steinniederfalle.<sup>23</sup>

General Tihavsty, der sich eben damalf zur Zeit des Ereignisses in Neapel befand, erhielt dieses Stück von dem ebenfalls da ans wesenden gelehrten Engländer Thomson, welchem es von Soldani aus Siena zugeschickt wurde, und brachte es bei seiner Nücksehr mit nach Wien; aber erst als der Steinfall bei Stannern die Ausmerkssamkeit der Physister, zumal in Wien, neuerdings und so mächtig in Anspruch nahm, ward es zur Sprache gebracht, und von dem gefälligen Besister auf mein Ansuchen dem kaiserlichen Kabinette zum Geschenke gemacht.

<sup>23</sup> Ef ist dieses einer der Steinniederfalle neuerer Zeit, von welchem die Produkte ziemlich bekannt und verbreitet wurden, obgleich man die Nealität der Begebenheit, troß einer gepflogenen legalen Untersuchung, und die Herlunft und den überirdischen Ursprung der Steine zur Zeit des Ereignisses sehrte. Allein die Begebenheit machte großes Aussehen, da sie bedeutend war (es fielen einige hundert, aber meist nur kleine, oder doch nur mittelgroße, einige Lothe, auch nur wenige Quäntchen schwere Steine — nur einzelne wenige wogen 3 bis 7 Pfund — auf einen Flächenraum von 2 bis 3 italienischen Meilen), und sich bei Zage und vor vielen Augenzeugen ereignete; von angesehenen Gelehrten, Tata, Soldani, Spallanzani, viel darüber geschrieben wurde, und mehrere angesehene und gelehrte Engländer, Thomson, Hamilton, Lord Bristol, sich eben damals in Italien befanden, welche dem Gegenstande, der zu großen Debatten Veranlassung gab, noch mehr Zelebrität im Auslande verschafften. Es sinden sich demnach Belege von diesem Ereignisse in vielen Sammlungen, namentlich im Mus. brit. zu London, der De Drée'schen Sammlung zu Paris, und in ienen Chladnis, Lavaters, Blumenbachs, Klaproths ze.

Es ist zwar an diesem Steine an zwei Stellen, und zwar, wie ef scheint, mit bestimmter Vorsicht, Masse abgeschlagen worden, und die beiden solcher Gestalt entstandenen, ziemlich großen, und unter einem Winkel von 85° zusammen stoßenden frischen Bruchflächen lassen zwar an und für sich ihre ursprüngliche Gestalt, Beschaffenbeit, Richtung und Ausdehnung nicht wohl erraten; doch lässt sich aus der Form des vorhandenen Stückes, und den drei mit Rinde bedeckten Seitenflächen, und der noch ganz vollkommenen Endspits ze, mit aller Wahrscheinlichkeit darauf schließen, und es scheint nach dieser Ansicht die eine dieser Bruchflächen die vierte größere gewölbte Seitenfläche, die andere die untere Ends oder Grundfläche des Steines gewesen zu sein. Und bei dieser Annahme erscheint die ursprüngliche Form dieses Steines nicht nur sehr regelmäßig als verschobene und ungleichseitig vierseitige Pyramide mit durch drei Flächen zugespitter Endspite, sondern auffallend übereinstimmend mit jener des auf der vierten Tafel vorgestellten großen Steines von Stannern, umso mehr, als die Grundfläche ebenfalls ein ähnlich verschobenes Viered mit einer stark vorspringenden Ede gebildet zu haben scheint, und die Endspitze durch eine ähnliche Richtung und Ausdehnung der Zuspitzungsflächen ebenfalls auf dem Mittel gerückt ist, und durch die zwei breiteren gegen über stehenden Zuspizungflächen zu einer Kante gebildet wird.

Die vorhandenen, mit Rinde bedeckten Seitenflächen, stehen ziemlich senkrecht auf der als Grundfläche betrachteten Bruchfläche: die eine, breiteste, ist fast eben; die nächste, kleinste von allen, welche mit voriger unter einem Winkel von etwa 80° jene gemeinschaftliche Kante bildet, auf welche die Zuspizungsfläche aufgesetzt ist, ist etwas

fonkav; die dritte, welche unter einem sehr stumpsen Winkel von beinahe 135° mit letterer zusammenstößt, ist etwas gewölbt. Die eine auf die Rante aufgesetze Zuspitzungsfläche bildet ein auf eine Ede gestelltes Rhomboid, ist die kleinste und etwas vertieft; die beiden andern sind breiter und größer, sehr unregelmäßig gestaltet, und, zumal die eine, fast ganz eben. Sie stoßen unter einem Winkel von 90° in die gemeinschaftliche Endkante zusammen. Alle Flächen haben nur wenige, kaum bemerkbare, seichte, kleine Eindrücke.<sup>24</sup>

Die Rinde ist besonders zart und dünne, beinahe kohlschwarz, etwas ins Graue ziehend, von wenigem und mattem, aber etwas seis denartigen, stellenweise schimmernden Glanze, und von gar keinem Ansehen, das einen Metallgehalt verriete. Sie ist übrigens sehr zart rau, sein und eng, kurz und verworren, runzlichtsaderig, und voll zarter Risse, welche unregelmäßige Felder bilden. Sie hat die meiste Ühnlichseit einerseits mit der Rinde an den Steinen von Lissa, Agen, York, andererseits mit jener an den Steinen von Parma und Benares, und zeigt überhaupt von dem geringen Mestallgehalt der Masse, welchen auch das spezisische Gewicht vermuten lässt (3,3 bis 3,4). Sie gibt am Stahle nur schwer und schwache Funken, und wirkt auch nur schwach auf die Magnetnadel, kaum auf  $\frac{2}{12}$  Linie Entfernung.

<sup>24</sup> Die kaiserl. Sammlung besitzt außer diesem noch zwei vollkommen ganze, obgleich nur sehr kleine Steine von dieser Begebenheit. Der eine, um und um mit vollkommener, und nur an einer Ecke mit unausgebildeter Rinde bedeckte, der nur ein Quäntchen wiegt, zeigt der Form nach, troß seiner Rleinheit, eine auffallende Ühnlichkeit mit den beschriebenen Steinen von Tabor und von L'Aigle, indem er, selbst hinsichtlich der gewölbten Grundssäche, und der einen start vorspringenden Ecke, eine ähnliche, verschoben und ungleichseitig vierseitige, abgestumpste, niedere Pyramide bildet. Der andere, etwas größere, von 2½ Quäntchen am Gewichte, der nur an einem Ende etwas verbrochen ist, und an einer Fläche und an zwei andern kleinen Stellen unvollkommene Rinde zeigt, hat eine Form, die sich iener des nächst zu beschreibenden Steines von Lissa sehrt. Die Rinde an diesen beiden Steinen, die vielleicht lange dem Einflüsse der Witterung ausgesetst waren, zeigt, obgleich sie eben so dünne, zart und rissigs ist wie an dem oben beschriebenen, durch das ganz matte Ansehen und eine mehr braune, mit Rostsseden gemengte Farbe, einige Ähnlichseit mit jener der Steine von L'Aigle.

Die Abbildung zeigt diesen Stein auf die eine, als untere Endoder Grundfläche betrachtete Bruchfläche aufgestellt, von der gemeinschaftlichen Kante, in welche die einen zwei mit Rinde bedeckten Flächen zusammenstoßen, und auf welche die eine Zuspikungsfläche aufgesetzt ist, die mit den beiden andern breiteren, welche schief auf den Seitenflächen aufsiken, die kantige Endspike bildet.

# 3 Dritte Tafel.

## 3.1 Liffa.

Der größte und einzig ganz und vollkommen erhaltene von den vier bei Lissa (zwischen den Dörfern Strattow und Wustra, 4 bis 5 Meilen D. N. D. von Prag) im Bunzlauer Kreise in Böhmen am 3. September 1808, Nachmittags um halb 4 Uhr, gefallenen und im Falle beobachteten und aufgefundenen Steinen.

Er wiegt 5 Pfund 19 Loth.

Es wurde derselbe von vier Augenzeugen, in deren Rähe er niederfiel, im Ausfallen beobachtet, gleich aufgehoben und an das Oberamt zu Lissa abgeliesert, welches, nachdem es am 8. September eine förmliche Untersuchung des Factums vorgenommen, und eine offizielle Anzeige davon an das königl. Kreisamt zu Bunzlau erstattet hatte, denselben bis zu der in Folge des kreisamtlichen Berichtes, von Seite des königl. Böhmischen Landes Guberniums veranlassten wissenschaftlichen Untersuchung, welche am 17. November Statt sand, ausbewahrte, und dann an die Untersuchungs Kommission abgab, von welcher derselbe mit den diessfälligen Berichten nach Wien eingesendet wurde. Dieser Stein ist, bis auf einige kleine

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Bruchstücke von Steinen, als Belege dieser Begebenheit neuester Zeit, möchten wohl zu den seltensten und am schwersten zu erhaltenden gehören. Denn fürst erste war der Steinfall von sehr geringer Bedeutung, es sielen nämlich nur vier Steine, die zusammen kaum 18 Pfund wogen, und wenn gleich unter den gewöhnlichen tumultuarischen Erscheinungen, doch ohne großes Aussehen zu erregen, und nur vor wenigen Augenzeugen; so wie denn auch die ganze Begebenheit schwerlich beachtet worden, noch weniger zur öffentlichen Notiz gekommen sein würde, wenn nicht, erst drei Monate früher, und zwar kaum auf 20 Meilen Entsernung, eine ähnliche, der Steinfall bei Stannern, Statt gehabt, oder vielmehr, wenn nicht diese vorausgegangene Begebenheit durch die veranlassien amtlichen Untersuchungen, die selbst zu jener Zeit noch im Gange waren, und sich sogar, einiger Mebenerscheinungen wegen, über die Grenzen Böhmens erstrecken, die Aussmerksamkeit der Lokal-Behörden, und selbst des Landvolks in jener Gegend ausgeregt gehabt hätte. Andererseits wurden die gefallenen Steine nur wenig zerstückelt, und erhielten bald eine sitze Bestimmung. 33. f. s. d. d. d. d. Erzberzoge Rainer und Johann erhielten

Stellen an den schärfern Kanten, wo die Rinde etwas abgestoßen ist, und zwei Ecken, wo ursprünglich ein Stück abgeschlagen worden war, doch so, dass die Form des Steines keineswegs gelitten, und der Verlust der Masse kaum 5 bis 6 Loth betragen haben mag, vollkommen ganz und durchaus mit der gewöhnlichen Rinde bedeckt.

Seine Gestalt ist nicht minder auffallend regelmäßig als jene der beschriebenen Steine von Tabor und von L'Aigle, und noch mehr die Ahnlichkeit, die hierin zwischen allen dreien Statt findet.

Er bildet nämlich ebenfalls eine deutliche, verschoben und unsgleichseitig vierseitige, stark abgestumpfte, niedere Pyramide, die nur etwas mehr als an den beiden vorigen in die Breite gezogen ist, so dass die beiden Endflächen ein mehr länglichtes Viereck bilden.

Die größere End» oder Grundfläche<sup>26</sup> hat über 6 Zoll im längeren, und  $4\frac{1}{2}$  Zoll im schmälern Durchmesser, die kleinere oder obere Endfläche  $4\frac{1}{2}$  zu 3 Zoll, und die Seitenflächen haben  $3\frac{1}{2}$  Zoll Höhe.

Die Grundfläche ist sehr unregelmäßig, und durch viele, zum

große Bruchstüde für Höchsteren Sammlungen, ebenso Se. Excellenz Herr Graf v. Webna; kleine Stüde blieben zum Angedenken in Kloster zu Lissa, in den Händen einiger Beamten, und im Besitze des Hrn. D. Neuß von Bilin. Diese möchten, mit den beiden Stüden der kaiserl. Sammlung, allein schon über 10 Pfund am Gewichte betragen. Bon dem Reste besinden sich, meines Wissens, kleine Fragmente in den Sammlungen Chladnis, Klaproths und De Drées, und ein Bruchstüd von etwa 7 Loth in der Sammlung der mineralogischen Gesellschaft zu Jena.

<sup>26</sup> Den Stein von dieser Ansicht und bei dieser Haltung betrachtet, in welchen sich nämlich dessen Regelmäßigkeit und die Ühnlichkeit mit einer geometrischen Figur am auffallendsten ausspricht und am deutlichsten beschreiben und darstellen lässt.

Herr Bergrath Reuß, welchem bei Gelegenheit der wissenschaftlichen Untersuchung des Factums, zu welcher derselbe beaustragt wurde, und bei Ansicht diesel Steines die Regelmäßigkeit der Form desselben nicht entgangen war, ob er gleich durch keine ähnliche Beobachtung ausmerksam gemacht worden zu sein scheint, betrachtete den Stein kristallologisch, folglich in einer andern Haltung, nämlich der Länge nach, die beiden Endslächen als Seitensslächen nehmend, und beschreibt ihn demnach — kristallographisch (in Geblens Journal für Chemie, Physik und Mineralogie, B. 8. S. 447, 1809) als eine unregelmäßige fünsseitige Säule (die beiden Abstumpfungslächen der Grundkanten als einzelne Seitenslächen betrachtend), mit sehr ungleichen Seitenslächen, und an welcher eine Endsläche schief angesetz (eine der schmälern gewoldtern Seitenslächen), die andere mit zwei sehr ungleichen Flächen zugeschärft ist (die, jener gegen über stehende, keineswegs gedoppelte, sondern bloß durch große und tiese Eindrück verdrückte und verunstaltete Seitensläche).

Teil ziemlich große und tiefe Eindrücke, vorzüglich aber durch starfe Abstumpfung der beiden Grundkanten der gegenüberstehenden breiteren Seitenflächen sehr verunskaltet, indem durch diese gewisser Maßen zwei schiefe Flächen gebildet werden, die fast in der Mitte der Grundsläche zusammenstoßen. (Es ist bemerkenswert, dass die stärkere Abstumpfung, gerade wie beim Taborer und L'Aigler Steine, dieselbe breite und gewöldte Seitenfläche trifft; besonders auffallend aber ist übrigens die Ähnlichkeit hinsichtlich der doppeleten Abstumpfung und der Gewöldtheit der Grundsläche mit dem letzteren.)

Von den Seitenflächen sind ebenfalls zwei größer und breiter; auch ist die eine davon konver, und durch viele ziemlich große und tiefe Eindrücke sehr verunstaltet; die andere konkav, mit sehr wenigen kleinen seichten Eindrücken. Diese beiden Flächen, welche in Hinsicht der Beschaffenheit ihrer Oberfläche zweien aneinanderstoßenden am Taborer Steine so ähnlich sind, grenzen hier nicht aneinander, sondern stehen sich gegen über, und sind mehr senkrecht als schief aufgestellt. Die von beiden mit der Grundsläche gebildes ten Kanten sind, wie bereits bemerkt, stark schief abgestumpst; die mit der oberen Endfläche gebildeten aber ziemlich scharf. Von den beiden andern Seitenflächen, die etwas schiefer aufsteigen, ist die eine ziemlich gewöldt, hat viele kleine, nicht sehr tiefe Eindrücke, aber eine große und ein paar kleine Vertiefungen, die von einem bruchstückweisen Verluste der Masse (durch spätere Lostrennung oder Absprengung) vor der Rindenbildung herzurühren scheinen, und welche diese Fläche sehr verunstalten; die andere ist mäßig gewölbt, sonst eben, und wenige seichte Eindrücke abgerechnet, besonders glatt.

Beide bilden mit der Grundfläche sehr zugerundete, mit der oberen Endfläche dagegen besonders scharfe Kanten. Die gemeinschaftliche Seitenkante, in welche jene letztere ebenere Seitenfläche mit der ansgrenzenden, konkaven, breiteren Seitenfläche zusammenstoßt, und welche besonders scharf ist (der Winkel = 80-85°), bildet mit den Grundkanten dieser Flächen ebenfalls eine skark hervorspringende Ecke, wie dies bei den Steinen von Tabor und von L'Aigle der Fall ist.

Die obere Endfläche bildet ein ziemlich regelmäßiges, länglichtes, verschobenes Viereck, entspricht ziemlich dem Mittel der Grundfläche, ist aber wegen schiefer Nichtung der Seitenflächen beträchtlich kleiner, fast flach, nur etwas konkav, und durch viele aber kleine und sehr seichte Eindrücke uneben gemacht. Sie gleicht jener am Taborer und L'Aigler Steine auch darin, dass drei Schenkel des Vierecksbedeutend größer sind als der vierte; übrigens ist sie länglichter.

Das Winkelmaß schwankt, obgleich es sich wegen starker Ungleichs heit, Eindrückung und Verdrückung der Kanten nur an wenigen Stellen approximativ bestimmen lässt, nur zwischen 80 und 110°.27

Die Ninde hält, dem Aggregats-Zustande und dem quantitativen Verhältnisse der Gemengteile gemäß, nach welchen diese Steine

<sup>27</sup>Ein fleines, 3 Loth schweres Bruchstüd eines ursprünglich ebenfalls bei 5 Pfund schwer gewesenen, aber in mehrere Stüde zerschlagenen Steines von diesem Ereignisse, zeigt die Reste von zwei überrindeten Flächen, wovon die eine besonderf flach, eben und glatt ist, und, von einer als Basis angenommenen Bruchsläche, unter einem Winkel von etwas 84°, die andere, etwas unebenere, vertiestere, eingedrücktere, und, der Rinde nach, rauere, unter 60° aussteigt, und welche, unter einem Winkel von beiläusig 65 bis 70°, in eine besonders schwerze gemeinschaftliche Kante zusammen stoßen, die wieder von derselben Basis unter einem Winkel von 50 bis 55° aussteigt, daher wohl die hervor springende Ecke ienes Steines gebildet hat, der nach diesen Indizien höchst wahrscheinlich eine ähnliche verschoben vierseitige Pyramidal-Form, wie der beschriebene, gehabt haben dürste.

Der Stein im Besitze Sr. k. d. des Erzberzogs Johann, im Johanneo zu Grätz, — welcher 1 Pfund 7 Loth wiegt, und beinahe vollkommen ganz ist, obgleich er dem ersten Anblicke nach nur ein großes Brüchstück zu sein scheint, indem eine große Fläche nur mit sehr unvollkommener Rinde bedeckt, oder viellmehr gleichsam nur angeslogen ist, — stellt ein etwas verschobenes vierseitiges Prisma vor; und das Bruchstück in der Sammlung Sr. Excellenz des Hrn. Grasen v. Werdna, von 22 Loth am Gewicht, lässt wenigstens auf eine ähnliche rhomboidale Korm des Steines, von dem es abgeschlagen wurde, schließen.

gleichsam ein Verbindungsglied zwischen zwei darin, und folglich dem äußern Ansehen nach ziemlich stark abweichenden Reihen von Meteor-Steinen bilden, das Mittel zwischen jener an den Steinen von Tabor, L'Aigle, Eichstädt zc., und jener der Steine von Siena, Parma, Venares zc., am ähnlichsten ist sie aber der Rinde an den Steinen von York und Agen, mit welchen diese Steine auch in obigen Veziehungen die meiste Ähnlichseit haben.<sup>28</sup>

Sie ist nämlich hier, und namentlich an diesem Steine, schwarz, beinahe kohlschwarz, ohne allem metallischockerbraunen Ansehen, im Ganzen zwar mehr matt als glänzend, aber doch stellenweise von einem seidenartigen Schimmer, und, obgleich sehr zart, doch mehr runzlicht alf narbigt, oder warzig rau. Obgleich sie beim ersten Anblick in diesen Beziehungen gleichförmig über den ganzen Stein ausgedehnt zu sein scheint; so zeigt doch eine genauere Betrachtung und Vergleichung einige Verschiedenheit. An einer Hälfte dieses Steines, und zwar an der oberen Endfläche, an der breis ten konkaven, und der kleineren verunskalteten Seitenfläche (welche Flächen, nach obiger Beschreibung, auch in Betreff der übrigen Beschaffenheit ihrer Oberfläche mit einander übereinstimmen), zeigt sie sich ganz auf die beschriebene Weise; an der Grundsläche das gegen, der breiten konveren und der andern kleineren, ebenfalls gewölbten Seitenfläche (die ihrer übrigen Beschaffenheit nach wieder mit einander übereinstimmen), erscheint sie mehr braun, mit einem schwachen, etwas inf Rupferrote ziehenden Schimmer, zumal in den Eindrücken, im Ganzen aber matter und glatter, wenig-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Ich behalte mir vor, bei einer andern Beranlassung über diese Reihenbildung, Ähnlichkeit und Übergänge der verschiedenen Meteor-Steine umständlicher zu sprechen, und verweise inzwischen auf die Erklärung der siebenten Zafel.

stens weniger aderig; auch scheint sie hier etwas dünner zu sein. Eine kleine, aber kaum beschreibbare Abweichung, zeigt in allen Beziehungen die eine kleinere, am meisten gewöldte und ebenste Seitenfläche, so dass demnach dieser Stein, hinsichtlich seiner Oberstäche, eine dreisache Verschiedenheit, gewisser Maßen drei Seiten, zeigt.<sup>29</sup>

Die Dicke der Rinde ist übrigens im Ganzen, wie an den meisten Meteor-Steinen, etwa zwischen  $\frac{1}{12}$  bis  $\frac{3}{12}$  Linien. Rur an einzelnen kleinen Stellen, hie und da an den Kanten, zeigt sich eine Spur von unvollkommener, unausgebildeter Rinde, wo die Masse des Steines mehr oder weniger verändert (etwas gebräunt) zu Tage liegt, und es das Ansehen hat, als wenn die flüssige Rindenmasse über diese Stellen sich nicht hätte ausbreiten, nicht

 $<sup>^{29}</sup>$ Von dieser, wie mir deucht, höchst merkwürdigen, und von mir zuerst an den Steinen von Stannern beobachteten Berichiebenheit der Dberflache sowohl, als insbesondere der Rinde an ein und demselben Steine, wird bei Beschreibung der in dieser Beziehung besonders ausgezeichneten ganzen Steine von Stannern, und bei Erklärung ber Figuren auf der fünften und sechsten Zafel, die Rede sein. Zeigt sich gleich an diesem Steine von Lissa diese Berichiebenheit, zumal der Rinde, nicht so auffallend (wie ef auch bei ihrer Beschaffenheit in Allgemeinen als Folge bef Aggregati-Quitandes und des qualitativen und quantitativen Verbältnisses der Gemenge und Vestandteile, und insbesondere des Eisengehaltes wegen nicht anders sein kann, und noch weniger bei jenen Meteor Steinen der Kall ift, deren Gebalt an — Gediegen — Eisen noch weit beträchtlicher befunden wird); so zeigt sie sich doch, was in anderer hinsicht nicht minder merkwürdig ist, wie es auch von ganz anderen Ursachen herrührt, um so auffallender zwischen den einzelnen Steinen von dieser Begebenheit. An dem einen kleinen Bruchstude der Sammlung nämlich ist die Rinde noch weit schwarzer, noch mehr seidenartig schimmernd, zumal an der einen Flache, und, äußerst zart amar, aber sehr ausgezeichnet, runglicht aberig, und überhaupt ber Rinde der Steine von Parma und Benares gar fehr ähnlich; bagegen die Steine in Befite Gr. f. S. bef Erzbergogf Johann, und Gr. Ercelleng bef hrn. Grafen v. Webna, eine Rinde zeigen, die beinahe ganz jener an den Steinen von Sabor, L'Aigle u. f. w. ähnlich, matt, braun und weit glatter ift. Und ebenso der Rinde entsprechend und mit gleicher Annäherung, ist auch die innere Beschaffenheit und das Ansehen der Masse im Bruche an diesen Steinen verschieden. Diese Berschiedenheit, sowohl in Sinsicht der Beschaffenheit der Obersläche und Rinde, als auch der Masse im Innern, die offenbar von einer Berichiedenheit im Aggregatis und Robäsioni Zustande, und wenigstens des guantitativen Berbältniffel der Gemengteile abhängt, findet sich übrigens nicht bloß bei den Steinen von dieser Begebenbeit, sondern auch bei mehreren andern, namentlich bei jenen von Stannern und Siena, insbesondere auch bei jenen von L'Aigle (wie auch Gr. Chladni bemerkte), und mochte vielleicht bei den meisten gefunden werden, wenn man Belegenheit hatte, so viele Stein und Bruchstude von ein und bemselben Ereignisse vergleichen zu können, wie ef bei biefen ber Kall mar; und fie findet fich nicht blog bei verschiedenen einzelnen Steinen beffelben Riederfallef, ob sie gleich auch als Bruchstude einer Hauptmasse, der Feuerkugel, betrachtet werden, sondern bisweilen selbst bei Brudyftuden eines und desselben Steines, so dass sich fich folde oft unähnlicher find, wie dies vorzüglich bei obigen Steinen von Liffa und bei manden von L'Aigle der Kall ift, alf Brudyftude von Steinen von, nach Zeit und Ort, febr entfernten Begebenheiten.

zusammenfließen können. In einem kleinen, aber tiefen Eindrucke an einer der Flächen, findet sich eine solche Stelle, wo die Masse des Steines ganz und gar unverändert ist, und den frischesten Bruch zeigt, indes doch der sie begrenzende Nindenrand deutlich erkennen lässt, dass es kein künstlicher Bruch ist.

Ihre Härte ist kaum geringer als die der Rinde an den Steinen von Tabor und L'Aigle; aber auf die Magnetnadel wirkt sie bedeutend schwächer.

Die Abbildung stellt den Stein nach der Ansicht und Haltung, nach welchen die Beschreibung genommen, auf der größeren Endsoder Grundsläche liegend vor, so dass, mit dem ganzen Umrisse, die eine ausgezeichnetere, breitere, konkave Seitenfläche, die obeste Endsläche, und zum Teil noch die zwei kleinen Seitenflächen, wovon die eine mit der vorderen die verlängerte Kante und vorsspringende Ecke bildet, zu ersehen sind.

# 4 Vierte Tafel.

#### 4.1 Stannern.

Der größte<sup>30</sup> von den bei Stannern in Mähren, am 22. Mai 1808, Morgenf gegen 6 Uhr, gefallenen Steinen,<sup>31</sup> welcher ganz erhalten wurde.

Es ward derselbe erst gegen Ende des Monats Julius jenes Jahres, also zwei Monate nach dem Ereignisse, indem er in ein Kornseld gefallen war und da verborgen blieb, von Katharina Pauser und

<sup>30</sup> Außer einem, von Joseph Burschn von Reustift, in derselben Gegend, in einem Wäldchen, etwa 2500 Alaster nördlich von der Kirche von Stannern, gefundenen Steine (Nr. 61 des Planes), welcher 13 Pfund gewogen haben soll, aber in kleine Stücke zerschlagen wurde, ließ sich, troß allen mittels und unmittelbaren lang fortgesetzen Nachforschungen, kein ähnlicher an Größe weiter nachweisen. Die nächsten an Gewicht waren schon Steine zwischen 3 und 5 Pfund, und deren möchten wohl kaum mehr als jene 6 bis 7 gefallen und aufgefunden worden sein, welche der Plan nachweiset.

 $<sup>^{31}</sup>$ Obaleich dieser Steinfall gerade keiner von den bedeutendsten war, indem nach den genauesten Nachsorschungen, die wohl bei keiner Begebenheit der Art so umständlich und fortgesetzt angestellt wurden, kaum mehr als 100 Steine zu einem Gefamtgewicht von höchstens 150 Pfund gefallen sein dürften; so sind doch die Belege davon ebenso, und beinabe allgemeiner noch, wenigstenf zwedmäßiger, verbreitet, alf jene vom Steinregen zu L'Aigle, der doch in jeder Beziehung zwanzig bis dreißig Mahl ergiebiger war. Man hat dies den Einleitungen zu verdanken, welche bei diesem Ereignisse zur gehörigen Untersuchung des Factums, zum Ginsammeln, und dann zu einer zwedmäßigen (unentgelblichen) Verteilung ber entbehrlichen Steine und Bruchftude an die bekanntesten öffentlichen Sammlungen, und an die vorzüglichsten Privat-Sammler und Schriftsteller auf dieser Partie in ganz Europa, getroffen worden find, und ef wäre wohl febr zu wünschen, das von den Regierungen aller Staaten bei äbnlichen Ereignissen auf gleiche Art verfahren werden möchte. Auf diese Beise könnte sehr leicht eine ähnliche (gewiss sehr wichtige, und wie wir überzeugt zu sein glauben, in der Folge sicher noch zu sehr bedeutenden Aufschlüssen führende) Zusammenstellung der Produkte (der ausgezeichnetsten, und in irgend einer Beziehung merkwürdigen Steine und Brudftude) eines jeden vorfallenden Ereigniffef der Art, an einen bestimmten, gwedmäßigen Plat (an irgend einer öffentlichen wissenschaftlichen Anstalt im Staate), und eine ähnliche Verbreitung und Verteilung der entbehrlichen Stüde an andere ähnliche Pläze (öffentliche Wufeen und Privat-Sammlungen) — womit einerseits die nicht minder wichtige und notwendige, größtmöglichste und vollständigste Zusammenstellung solcher Produkte von verschiedenen Ereigniffen, an verschiedenen Orten, und zur ausgebreitetsten Benugung, andererseits eine fichere und bauernde Aufbewahrung derselben für Mits und Nachwelt erzielt würde — bewirkt, und damit am meisten zur seinerzeitigen Auftlärung bieser, in so vielfachen Beziehungen rätselhaften, Raturerscheinung beigetragen werden. Der bifberigen Bernachläffigung folder Magregeln ift ef auguschreiben, dass wir von achgig bif hundert Tausend ähnlichen Ereignissen, die sich, nach einem höchst wahrscheinlichen Ralfül, seit unserer Zeitrechnung bloß in Europa zugetragen haben möchten, kaum von einem Sundert derselben hinlänglich beglaubigte Nachrichten, und von diesem kaum von drei und dreißig (und diese beinahe ausschließlich von Ereignissen aus der neuesten Zeit, von den letzten 70 Jahren) nadmeisbare, materielle Belege besitzen, und dass mir, nad Jahrtausenden, jest in diesem Jahrhunderte erft, nicht nur die ersten Schritte zur Aufklärung zu machen, sondern selbst noch den Unglauben an die Realität diefer ebenfo auffallenden als wunderbaren Phänomene, die sich Menschengebenken, und keineswegt so selten, auf unserem Planeten ereigneten und immerfort ereignen, zu befämpfen haben.

ihrem Manne, einem Taglöhner von Neustift, im Beisein noch einiger Arbeitsleute, auf dem Felde des Neustifter Bauers, Jacob Achabi, N. N. D. vom Markte Stannern, und zwar bei 3000 Klaster von der Kirche, fast am äußersten Ende (kaum 250 Klasser vom äußersten Punkte, wo noch ein Stein gefallen war) des befallenen Flächenraums gegen N. (Situationsellan Nr. 59), zufällig während des Kornschneidens aufgefunden.

Er stedte fest in der Erde, und nur eine Ede desselben ragte hervor, welche die Aufmerksamkeit des Taglöhnerweibes auf sich zog, indem es das geschnittene Korn zusammenrasste und in Garben band. Die Erde war sehr trocken und sest, und der Mann hatte Mühe, den Stein herausubringen. Im Herausubeben brach die in der Erde stecken gebliebene Spike, oder vielmehr die eine obere Ede ab. Das Gewicht desselben ward beiläusig auf  $9\frac{3}{4}$  Pfund geschätt, wie es sich auch im Plane angegeben findet; der Stein wiegt aber wirklich 11 Pfund und 10 Loth Wiener Kommerzial-Gewicht.

Außer einigen feinen und seichten Rissen, und hie und da etwas abgeschlagenen Kanten und Ecken, ist derselbe vollkommen ganz und durchaus mit Rinde bedeckt.

Es stellt derselbe eine wenig verschobene, und beinahe gleichseistig vierseitige Phramide vor, deren etwas auf der Mitte gerückte Endspite durch drei neue, auf den Seitenflächen aussitzende, uns vollkommene Flächen schief zugespitt ist. Die Grundfläche ist saste eben, und hat wenige große, seichte, breit verlaufende Eindrücke. Die von ihr mit den fast senkrecht aussteigenden Seitenflächen gesbildeten Kanten sind meistens etwas verdrückt und abgerundet, eine iedoch ist sehr scharf, und bildet einen Winkel von 90°. Eine Seis

tenede ist besonders hervorspringend, und nur wenig abgerundet und auffallend ist die Ahnlichkeit der Grundsläche dieses Steines, zumal in Hinsicht dieses Umstandes, mit jener der zuvor beschries benen Steine von Tabor, L'Aigle, und selbst von Lissa, so wie die der Form des Steines im Ganzen, mit jener des Steines von Siena.

Iwei Seitenflächen, welche unter einem Winkel von beiläufig 100° in eine ziemlich scharfe Kante zusammenstoßen, die mit den Ranten der Grundfläche jene hervorspringende Ede bildet, sind fast ganz flach und eben, nur etwas vertieft, und haben sehr wenige seichte, sanst verlaufende Eindrücke. Die zwei entgegen gesetzten Seitenflächen stoßen in eine stumpfere und verdrückte gemeinschaftliche Kante zusammen, und bilden ähnliche Kanten mit den vorigen Seitenflächen und mit der Grundfläche. Sie sind konver, zumal die eine derselben, und durch häufigere, zum Teil tiese Eindrück, sehr uneben.

Die drei unwollkommenen Zuspizungsslächen, wovon die eine, größere, fast gerade auf der einen gewöldteren Seitenfläche aufsitt, und mit derselben eine sehr verdrückte, undeutliche Kante unter einem sehr stumpfen Winkel bildet, die beiden andern, kleineren, aber auf den etwas vertieften Seitenflächen schief, und so aufgesett sind, dass sie mit jener eine außer die Mitte fallende Zuspizungsschofante bilden, — wovon die abgebrochene Spize die eine Ede ausmachte, — haben die Veschaffenheit der Oberfläche mit den korrespondierenden Seitenflächen gemein.

Die Ninde32 ist fast durchauf über den ganzen Stein von gleis

<sup>32</sup> Was die merkwürdige Beschaffenheit der Rinde an den Meteor-Steinen von Stannern im Allgemeinen,

cher, und zwar von der gewöhnlichsten Beschaffenheit, wie sie an diesen Steinen überhaupt zu sein pflegt, ziemlich gleich dick, dicht und sest, etwas settig, und ziemlich stark glänzend, rein dunkelsschwarz, und von der rauen, einsach und verworrenen, runzlichtsaderigen Art (A. a. 2. Gilberts Annalen Bd. 31, S. 56); nur an den gewöldteren, unebeneren Flächen nähert sie sich der blattsörmig gezeichneten (ebendas. A. a. 3), und ist hier matter, etwas weniger schwarz, und, wie es scheint, etwas dünner.

Sie ist nirgends abgesprungen, aber auch an keiner Stelle zeigt sich, trot der bedeutenden Oberfläche dieser großen Masse, eine Spur von der unvollkommenen Art (ebendas. S. 58. D.).

Viele Runzeln und Abern, zumal an den Kanten, sind stark erhaben, scharf und faltenähnlich. Säume der Rinde finden sich an diesem Steine nirgendwo, wohl aber an den schärfern Kanten, wo die stark aderige Rinde von zwei Flächen zusammenstoßt, deutliche Rähte.

Die Dicke derselben weicht, so wie überhaupt bei diesen Steinen im Allgemeinen, nicht von der gewöhnlichen Dicke der Rinde an andern Meteor-Steinen ab, und beträgt im Ganzen  $\frac{1}{12}$  bis  $\frac{2}{12}$  Linie.

Ihre Härte ist nur sehr gering, und nur schwer, und bloß an einzelnen Stellen (an diesem Steine wohl an gar keiner) lassen sich der Rinde dieser Steine überhaupt mit dem Stahle einzelne schwache Funken entlocken; eben so wenig zeigt sie eine merkliche

bie auffallende Verschiedenheit berselben, nicht nur an verschiedenne einzelnen Steinen, sondern selbst oft, und zwar sogar gewöhnlich an einem und demselben Steine, und die große Mannigsaltigkeit hinsichtlich der besonderen Beschaffenheit ihrer Oberslache, und was endlich die Folgerungen betrifft, die sich aus der genauen vergleichenden Betrachtung derselben ziehen lassen; so verweise ich auf das, was herr Prosessor von Scherer und ich im 31. Vande von Gilberts Annalen darüber umständlich vorgebracht haben, und wozu die gegenwärtigen Darstellungen (zumal die Figuren der fünsten und sechsten Tasel) gewisser Maßen als versinnlichende Belege dienen sollen.

Wirkung auf die Magnetnadel; nur gepulvert bleiben einzelne Atome an der Spike hängen.

Es zeigt sich zwar allenthalben an diesem Steine, in den Furschen und Vertiefungen des Adergeslechtes der Rinde, etwas Erde<sup>33</sup> eingedrückt, — was bei dem tiesen und gewaltsamen Eindringen des Steines in das Erdreich, und bei den wiederholten Regengüssen, welche in der ziemlich langen Zwischenzeit bis zu dessen Aussinden Statt hatten, wohl nicht anders sein konnte, — am meisten jedoch an den konveren Flächen, auf welche der Stein auch, vermöge seines Schwerpunktes, ausgesallen sein müsste, falls dieser nicht etwa durch eine rotierende Bewegung des Steins im Falle, — welcher inzwischen einerseits die Beschaffenheit der Rinde, wenn diese als flüssig, andererseits die Form des Steines, wenn die Masse weich gedacht werden soll, — widerspräche, turbiert worden wäre.<sup>34</sup>

Der Stein ist, auf der Grundfläche liegend, so dargestellt, dass sich die eine Seitenfläche mit der aufsikenden Zuspikungsfläche in gerader, die zwei anstoßenden Seitenflächen aber, wovon die eine mit ersterer die etwas verlängerte Seitenkante und die vorsprinsgende Ede bildet, in schiefer Ansicht zeigen.

<sup>33</sup> Diese Erde lässt sich inzwischen selbst da, wo sie am festesten ans und eingedrückt zu sein scheint, doch ziemlich leicht und ohne Verletzung der zartesten Abern und Runzeln, mit einer schwaffen Vürste wegbürsten, und mit einem nassen Schwamme vollends rein wegwaschen, so dass keine Spur in irgendeiner Veziehung von ihrem früheren Dasein zurückbleibt. Ein Umstand, der wohl, mit manchen andern Veobachtungen, sehr gegen die Annahme des flüssigen oder doch weichen Zustandes der Kinde, selbst noch im Momente des Auffallens der Steine, streitet.

<sup>34</sup>Ich bemerke das noch sichtliche Ankleben von Erde an diesem, wie insbesondere an allen folgenden ganzen Steinen von Stannern, absichtlich mit Genauigkeit, weil dasselbe hier — wo es sich übrigens, der eigentümlichen Nauigkeit der Oberfläche wegen, auch deutlicher zeigen und länger erhalten konnte als an irgend einem andern Meteor-Steine — mit vollkommenster Verlässlichseit, die wahren Auffallspunkte der einzelnen Steine — inzwischen aber auch jene Stellen, welche bei tieserem Eindringen derselben in den Grund nebenher noch mit Erde in Verührung kamen, — bezeichnet, indem die meisten dieser Steine (nur den eben beschriebenen und die beiden folgenden kleinsten ausgenommen) unmittelbar während der Vegebenheit, oder doch nur wenige Tage nach dem Ereignisse, in welcher Zwischenzeit noch keine Abänderung in der ursprünglichen Lagerung derselben, noch eine zufällige Veränderung mit der umgebenden Erde Statt gefunden haben konnte, ausgehoben und unmittelbar aus der ersten Hand, von dem Aufsinder selbst, erhalten worden waren.

# 5 Fünfte Tafel.

## 5.1 Erste Figur.

Einer der kleineren, aber vollkommen ganz erhaltenen Steine von dem Ereignisse bei Stannern, der 5 Loth 1 Quäntchen wiegt, und sich durch eine besonders regelmäßige Form außeichnet.

Er ward durch das von der Untersuchungs-Kommission veranlasste absichtliche Aussuchen der gefallenen Steine, am 28. Mai von einem Landmanne zwischen dem Markte Stannern und dem Dorfe Lang-Pirnix, oder vielmehr ganz nahe an diesem letzteren Orte, im südlichen Teile des befallenen Flächenraums (und zwar etwa 2600° südlich von der Kirche von Stannern, und kaum 1500° vom äußersten Punkte, wo noch ein Stein in diesem Teile gefallen war, dagegen über 5000° von der Fallstelle des vorhin beschriebenen Steines entsernt) aufgefunden. (Situations-Plan Nr. 19.)

Es ist derselbe vollkommen ganz, um und um überrindet, und bildet eine unvollkommene, dreiseitige Pyramide, deren Ahnlickeit, obgleich sie sich, durch Abrundung und Abstumpfung der Ecken und Ranten zum Teil beinahe einer Rugelform nähert, mit der Form des großen, zuvor beschriebenen Steines unverkennbar, und umso ausfallender ist, als sich an der Grundsläche dieses Steines, durch Abplattung und Breitdrückung einer Ecke, die Tendenz zu einer ähnlichen (vielleicht ursprünglich gewesenen und nur abgeänderten) verschoben und ungleichseitig vierseitigen Pyramidal-Form, die an ienem ausgesprochen ist (an den Figur 2 und 5 dieser Tafel vorgesstellten Steinen aber auch nur in einem ähnlichen Grade angedeutet

erscheint), nicht verkennen lässt.

Die stark konvere und unebene Grundfläche des Steines stellt nämlich ein ungleichschenkliches Dreieck vor, dessen Ränder mit den drei ziemlich senkrecht aussteigenden, fast ganz ebenen, nur etwas vertieften Seitenflächen stumpfe Ranten bilden, und dessen stumpfe Eden den abgerundeten Seitenkanten entsprechen. Die eine dieser Eden ist aber gleichsam platt und breit gedrückt, und geht, zugerundet, unmittelbar in eine ebenfalls breit gedrückte und abgerundete, beinahe zu einer vierten Seitenfläche gestaltete Seitenkante über, die bogenförmig, allmählich sich verdünnend, gegen die Endspitze verläuft.

Nach dem andern Ende des Steines verschmälern sich die Seistenslächen, und endigen sich in eine etwas nach einer Fläche hins und selbst etwas übergebogene (folglich ebenfalls, und zwar sehr stark, außer das Mittel der Grundsläche fallende) dreiseitige, ziemlich scharfe Spike, die durch zwei sehr unvollkommene und ungleische, schief auf die Seitenflächen aufgesetzte Flächen zugespikt, und gewisser Maßen kantig zugeschärft wird. 35

Nur auf der Grundfläche finden sich einige einzelne, ziemlich seichte und kleine Eindrücke.

Die Ninde ist über den größten Teil des Steines, und eigentlich durchaus eine und dieselbe, und zwar von gleicher zart strahligsaderiges Beschaffenheit (A. b. 1. Gilberts Annalen, Bd. 31, S. 57), und einem, mit dieser Beschaffenheit stets verbundenen, stellensweise (wo nämlich die oberste Schichte abgesprungen oder abgestoßen

<sup>35</sup> Die von mir in Gilberts Annalen von diesem Steine schon früher gegebene Beschreibung, B. 31, S. 36, D., spricht die Form besselben nicht beutlich genug aus.

ist, was bei dieser Art Rinde gewöhnlich Statt findet) matten, im Ganzen aber starken, seidenartigen, schimmernden Glanze, und beinahe kohlschwarzer Farbe. Die seinen erhabenen Strahlen sind zwar kurz und oft unterbrochen, und verwirren sich oft hin und wieder, zumal bei ihrem Ursprunge, wo sie ein Geslecht bilden; doch scheinen sie von der Spitze aus über die Seitenslächen gegen die Grundsläche hin ihre Hauptrichtung zu nehmen, an deren Kanten, zumal von zwei Flächen her, sie sich verdicken, anhäusen und als ein gezackter, ziemlich scharf abgeschnittener Rand enden, ohne einen Saum oder eine Raht zu bilden.

Auf der Grundfläche zeigt sich zwar dieselbe Rinde, ihrer Hauptbeschaffenheit nach, allein nur in Spuren, denn die oberste Schichte, die auf den Seitenflächen nur hie und da an kleinen Stellen abgestoßen ist, scheint hier ganz zu sehlen, und ihre Oberssläche erscheint beinahe matt, nur wenig schimmernd, und mehr braun als schwarz. Allein bei Betrachtung unter der Lupe zeigt sich, dass die obere Schichte doch nicht abgerieben oder abgestoßen ist, — in welchem Falle solche Stellen ganz matt, porös und gleichsam schwammig erscheinen, — sondern dass sie nur in einer andern Modistation vorhanden ist, nämlich Statt Runzeln und Adern, großen Teils bloß erhabene Punkte und Körner bildend.

Von eingedrückter Erde zeigt sich an der schmählern, der gebogenen, breit gedrückten Seitenkante entgegen gesetzten Seitenfläche die meiste Spur, aber auch hier nur in den zarten Zwischenräumen der erhabenen, scharfen Adern, und, wie am gewöhnlichsten, in den vertieften mikrostopischen Punkten und Poren der Oberfläche.

Die Abbildung, welche diesen Stein als Musterstück solcher von

geringerer Größe bei vollkommener Integrität und von aufgezeicheneter Form darstellen soll, zeigt denselben, auf einer Seitenfläche liegend und mit der Endspike nach unten gekehrt, um mit dem so viel als möglich ganzen Umrisse die gewöldte Grundfläche, und die eine, breiteste, Seitenfläche — gegen welche die Spike gebogen ist — mit ihren Seitenrändern — wovon der eine die gebogene, breit gedrückte Kante bildet — ersichtlich zu machen.

## 5.2 Zweite Figur. a. b.

Ebenfalls einer von den kleineren, bei Stannern gefallenen Steinen, 4 Loth 1 Quäntchen wiegend, welcher ganz erhalten worden ist, und eine auffallend regelmäßige Form zeigt.

Es wurde derselbe, am andern Tage nach dem Ereignisse, von einem Landmanne auf einem Haberselde zwischen Lange und Rleine Pirnitz, ebenfalls im südlichen Teile des befallenen Flächenraums (und zwar etwa 2400° südlich von der Rirche von Stannern, beiläusig 700° östlich von der Fallstelle des vorhin beschriebenen ähnlichen Steines, und ziemlich in gleicher Entsernung vom äußeresten Fallpunkte in S.), flach ausliegend und einen starken Volltief in das Erdreich eingedrungen gefunden, und am 28. Mai mir selbst zu Langepirnitz, wo ich auf der Fahrt nach Stannern angeshalten hatte, um vorläusige Erkundigungen einzuziehen, auf mein Verlangen überlassen. (Situationseplan Rr. 16.)

Er ist vollkommen ganz und durchaus überrindet, nur eine Ede ist etwas abgestoßen, und ein kleines Stück der oberen Endspike abgeschlagen; der Verlust an Masse kann indes kaum 2 Quäntchen betragen.

Es stellt derselbe eine etwas verschobene, aber ziemlich gleichseistig dreiseitige, oder vielmehr eine ungleichseitig vierseitige, etwas verlängerte Pyramide vor. Er zeigt nämlich eigentlich zwar nur drei ziemlich gleich breite Seitenflächen; allein eine derselben ist, durch eine, obgleich nur unvollkommene Kante, die sich aber an der Grundsläche doch durch eine deutliche Ecke ausspricht, der Länge nach in zwei sehr ungleiche Hälften geteilt.

Diese solder Gestalt geteilte Seitenfläche ist im Ganzen etwas fonver, und durch verhältnismäßig sehr große Eindrücke sehr uneben, ja durch einen besonders großen und tiefen gegen die Basis hin, welcher beinahe einem Verluste an Masse, durch spätere Lostrennung oder Absprengung eines Stückes (wenn diesem nicht zum Teil die Gleichförmigkeit der Rinde widerspräche) zugeschrieben werden könnte, gewisser Maßen verunstaltet. Die beiden andern Seitenflächen, welche mit dieser beiderseits unter einem ziemlich stumpfen Winkel, in eine sehr stumpfe, verdrückte und ausgeschweifte, unter sich aber in eine beinahe schneidend scharfe, aber im Verlaufe, durch Eindrücke von den Flächen her, mehrere Male gebogene gemeinschaftliche Kante, unter einem ziemlich spizen Winkel zusammen stoßen, sind ziemlich flach, eher etwas vertieft, und haben zwar ziemlich viele, aber nur seichte und breit verlaufende Eindrücke, die mehr den Unebenheiten einer natürlichen Bruchfläche def Steinef, alf den gewöhnlichen Eindrücken gleichen. Nach dem einen Ende zu verschmälern sich die Seitenflächen allmählich, und gehen, nachdem sich die eine unvollkommenere Kante, welche die konvere Seitenfläche teilte, mit der nächsten zu vereinigen scheint, in die

Spike über, welche, obgleich sie abgebrochen ist und ursprünglich sehlt, nach der Richtung der Flächen stumpf und dreiseitig, und etwas gegen die konvere Fläche gebogen gewesen sein dürfte.

Die Grundfläche ist fast flach, nur etwas vertieft, sonst vollkomsmen eben, und bildet ein sehr ungleichseitiges, verschobenes Viereck, indem jeder Seitenfläche — selbst den beiden sehr ungleich geteilten Hälften der einen konveren — eine Rante, und jeder Seitenkante — selbst der unvollkommenen, jene Fläche teilenden — eine, wenn gleich stumpse, Ede entspricht. Die mit den beiden Hälften der konveren Seitenflächen gebildeten Ranten sind sehr stumps, jene mit den zwei andern Seitenflächen aber ziemlich scharf, und da diese Seitenflächen mit ihrer gemeinschaftlichen Rante sich nach diesem Ende des Steines hin beträchtlich verlängern; so erhält die Grundssläche dadurch eine ganz schiese Richtung gegen die viel kürzere konvere Seitenfläche, und die durch jene verlängerte Seitenkanste mit den beiden Grundkanten der Seitenflächen gebildete Ede springt bedeutend vor, und scheint (da sie verbrochen ist) ziemlich scharf gewesen zu sein.

Die Ninde ist an diesem Steine besonders merkwürdig, und zeigt eine wesentliche und auffallende Verschiedenheit nach den verschiedenen Flächen desselben.

Auf der konveren Seiten» und der mit dieser auch im Übrigen übereinstimmenden Grundfläche ist sie von der sehr rauen, runzlicht» aderigen Art (A. a. 1. Gilberts Annalen Bd. 31, S. 56), mit dem gewöhnlichen Glanze, der durch matte Stellen — wo nämlich die oberste Schicht abgesprungen ist — unterbrochen wird, und von mehr brauner als schwarzer Farbe. Auf den beiden andern

Flächen dagegen ist sie ganz glatt, sehr dicht, fest und gleichförmig, sehr schwach aderig, und nur sehr undeutlich und unvollkommen blattförmig gezeichnet, pechschwarz und sehr settig glänzend. (B. 2. ebendas. S. 57.) Von der konveren Seiten- und der Grundsläche über die Kanten her, bildet die dortige rauere Rinde auf die Rinde dieser Flächen herüber undeutliche und nicht scharf begrenzte Säume. 36

Von unvollkommener Rinde zeigt sich keine Spur an diesem Steine, und von eingedrückter Erde nur etwas an der Grundsläche, auf welche der Stein, vermöge seines natürlichen Schwerpunktes auch aufgefallen sein müsste.

Figur 2. a. stellt diesen merkwürdigen Stein, auf den beiden glatten Seitenflächen und ihrer gemeinschaftlichen Kante liegend, von der konveren, unebenen und unvollkommen geteilten Seistenfläche, und der mit derselben in schiefer Richtung verbundenen Grundfläche vor;

Figur 2. b. zeigt denselben aber, auf jener Seitenfläche ruhend, von der gemeinschaftlichen, schneidend scharfen Kante, in welche die beiden andern Seitenflächen zusammenstoßen.

## 5.3 Dritte Figur.

Einer der kleinsten, und doch vollkommen überrindeten Steine von dem Ereignisse bei Stannern, von kaum  $2\frac{1}{2}$  Duäntchen am

<sup>36</sup> Diese höchst merkwürdige, und, wie mir däucht, für die Erklärung der Bildung der Ninde sowohl, alf der Formierung (Vereinzelung) der Steine sehr wichtige Eigenheit derselben, Säume zu bilden, spricht sich am deutlichsten an dem gleich zu beschreibenden, und vorzugsweise deshalb (übrigens auch der Große, Vollkommenheit und Form wegen) auf derselben Tafel Figur 5 abgebildeten Steine aus, mit welchem dieser, und zwar nicht nur in der Form, — sogar in den einzelnen Unregelmäßigkeiten derselben, — sondern auch in der ganzen Veschaffenheit und Art der Überrindung, die auffallendste Ähnlichkeit und Übereinstimmung zeigt.

Gewichte.

Es ward derselbe einige Zeit nach der Begebenheit, in Folge nachträglicher amtlicher Aussorderung an das Landvolk jener Gesgend, die etwa noch verborgen liegenden Steine aufzusuchen und abzuliesern, an das k. k. Kreisamt zu Iglau eingebracht, und von diesem mit mehreren andern eingesendet.

Da dieser Stein zu klein und unbedeutend schien, so ward weder der Finder namentlich angezeigt, noch in dem späterhin aufsgenommenen Situations-Plane die Stelle angedeutet, wo derselbe aufgefunden wurde; indessen doch in dem Einbegleitungsschreiben bemerkt: dass derselbe auf der Gegend von Lang-Pirnix, demnach auf dem südlichen Teile des befallenen Flächenraums, eingebracht worden sei.

Er ist vollkommen ganz, und nur an einer Seite etwas abgeschlagen, so dass der Verlust an Masse etwa ein halbes Quäntchen betragen haben möchte; außer dieser Stelle ist er um und um mit Rinde bedeckt.

Er bildet eine etwas verdrückte, verschoben aber ziemlich gleichs seitig vierseitige, sehr abgestumpste und niedere Pyramide, und gleicht mit dieser Form, die sich ziemlich deutlich auf den ersten Blick ausspricht, und im Rleinen, sehr dem Steine von Zabor; nur ist die Grundsläche (so wie bei den Steinen von Lissa und L'Aigle) durch eine sehr starte schiefe Abstumpfung einer Kante, wodurch die Fläche gleichsam in zwei Hälften geteilt wird, versunstaltet, wodurch sich die Form von dieser Seite mehr jener des Steines von L'Aigle nähert. Die beiden Endslächen, den Stein in dieser Haltung betrachtet, sind sehr uneben, sonst ziemlich flach;

die obere kleinere und etwas aus dem Mittel gerückte zeigt einis ge kleine, aber ziemlich tiefe Eindrücke; die untere größere, mehr länglicht vierectigte, wird durch die neue, durch die Abstumpfung gebildete, sehr stumpfe Kante, welche die Fläche der Quere nach in zwei ziemlich gleiche Hälften teilt, gewölbt gemacht. Eine der Seitenflächen ist beinahe senfrecht aufgesett, ganz flach und eben; die gegenüberstehende etwas schief, konver und uneben; die dritte sehr schief aufsteigende etwas konkav, und dies eigentlich durch ein paar verhältnismäßig sehr große, aber seichte und sehr breit verlaufende Eindrücke; und die vierte, dieser gegenüberstehende, ist die verbrochene. Alle diese Flächen bilden sowohl unter sich als vorzüglich mit der Grundfläche, am wenigsten mit der oberen Endfläche, ziemlich scharfe Kanten. Die Rinde scheint auf den ersten Anblick über den ganzen Stein durchauf von ganz gleicher Beschaffenheit zu sein, ist es wohl auch im Wesentlichen, zeigt aber doch bei näherer Betrachtung einige untergeordnete Modificationen. 37

<sup>37</sup> Wenn man sich die Rinde bei ihrer Entstehung, während ihrer Bildung, und wenigstens einige Zeit während des Falles des Steines, in einem mehr oder weniger fluffigen Zustande denken will (und das muff man wohl, wenigstenf bei den Meteor-Steinen von Stannern), und zumal, wenn man (waf man, wie mir daucht, weniger muss noch foll) die Rinde-bildende Potenz auf der Luft selbst (den durch Rondensation ausgepressen und durch Reibung erzeugten Barmeftoff) nehmen will; fo muff jeber Stein an feinen verschiedenen Rlachen ober Seiten, je nachdem sie, nach bessen Richtung im Falle (wenn auch eine Achsenbewegung dabei Statt fände, welcher jedoch, ohne der Form zu erwähnen, die Beschaffenheit ber Rinde, diese als fluffig angenommen, an den meisten Steinen offenbar widerspricht), mehr oder weniger dem Luftstrome entgegen gestellt waren, wenigstens eine zweis, ja wohl dreifache fleine, untergeordnete Modifitation der Rinde, wenn diese auch über den ganzen Stein von einer und derselben Hauptbeschaffenheit sein sollte — was sie in einzelnen Fällen auch wohl sein kann — erkennen lassen. Und dief scheinen wirklich die Meteor-Steine von Stannern, deren Rinde, vermöge ihrer ganz eigentümlichen Natur und Beschaffenheit, vorzugsweise, ja bis jest beinahe ausschließlich geeignet ist diese Modifikationen aususprechen, zu bestätigen. Ein anderes ist ef um jene Hauptverschiedenheiten der Rinde, deren ich in meinem Auffätze, in Bilberts Annalen 286. 31, erwähnt und vier aufgestellt habe; diese rühren von ganz anderen Ursachen ber (von der ursprünglichen Form und der individuellen Beschaffenheit der Oberflache der Steine; von der Rraft und der Dauer def Rinde-bildenden Prozessef, die durch Sobe, Richtung und Schnelligkeit des Falles bei den verschiedenen einzelnen Steinen mannigfaltig verschieben sein, ja selbst bei ein und bemselben Steine durch wiederholte Zerplagungen ober Lostrennung einzelner Stude im Falle wieder abgeändert werden können u. s. w.); und ef können deren an einem und demselben Steine (wie dief der vorhin beschriebene bewährt, und die Figur 5 und Safel 6 Figur 3 und 4 abgebildeten noch deutlicher zeigen) ebenfallf zwei auch drei vorkommen. Daff jede derfelben nach obigem ihre eigenen Modifikationen haben muffe, ergibt fich von felbst, und welche Komplikationen auf dem zufälligen Zusammentreffen mehrerer von diesen und jenen notwendig entstehen müssen, dies lässt sich denken.

An der oberen Ends und der einen schiefen Seitenfläche ist sie nämlich von einer ganz eigenen Art, die gleichsam das Mits tel hält zwischen der strahlig und runzlich-aderigen. Der Grund ist matt und etwas graulich-schwarz, und die Adern, welche mehr vereinzelt stehen, verlängert und nur selten etwas ramisiziert sind, wenig zusammenhängen, und daher kein eigentliches Ret oder Geflecht bilden, sind pechschwarz oder pechbraun, mit einem ähnlichen fettigen Glanze. Sie sind ziemlich stark und grob, so dass die Oberfläche ziemlich rau erscheint; unter der Lupe erscheinen sie aber wie geförnt, und auf einzelnen mehr oder weniger dicht aneinander gereiheten und zusammenfließenden Rügelchen oder Tröpfchen ges bildet, wie kleine Perlenschnüre (sehr ähnlich der unvollkommenen Rinde D. 2; aber nicht auf frischer Bruchfläche, sondern auf schon überrindetem Grunde; eine Anomalie, die ich bei keinem Steine von Stannern wieder finde). An der untern Ends oder Grunds fläche und an der konveren Seitenfläche zeigt sich dagegen die Rinde zwar von einer ähnlichen, aber schon mehr ausgesprochenen, dichter strahlig-aderigen Beschaffenheit, von dunkelschwarzer Farbe, und starkem, etwas seidenartigem Glanze (fast genauso, wie die Rinde an den Seitenflächen des zuwor beschriebenen, und Figur 1 abgebildeten Steines), und zeigt offenbar einen Ubergang in oder vielmehr auf jener zuvor beschriebenen. An der ebenen Seitenfläche endlich erscheint sie beinahe kohlschwarz, von fettigem, etwas schillerndem Glanze, und zart runzlicht und verworren, klein und sehr dicht-aderiq, unverkennbar als Modifikation oder höherer Grad der letteren.

Sie bildet übrigens nirgendwo Säume oder Rähte, aber un-

vollkommen, und zwar im höchsten Grade (D. 3), findet sie sich an ein paar äußerst kleinen Stellen, und auf einem, verhältnismäßig, bedeutend großen Flecke an der oberen Endsläche. An allen diesen Stellen scheint aber bloß die bereits gebildet gewesene Rinde, nicht aber ein Stück der Masse des Steines, abgesprungen zu sein. Rur an der Grundsläche zeigt sich etwas Spur von Erde.

Dieser höchst merkwürdige Stein ist auf seiner Grundsläche liegend vorgestellt, um dessen obere Endfläche — welche am resgelmäßigsten ist, und seine Form am besten ausspricht — die eine gewölbte Seitenfläche von vorne, und die schiefe von der einen Seite, zur Ansicht zu bringen.

## 5.4 Vierte Figur.

Der kleinste, und doch vollkommen ganze und durchauf überrindete, bei Stannern gefallene Stein, der kaum 56 Gran wiegt.

Auch dieser ward erst einige Zeit nach dem Ereignisse eingesbracht, und vom k. k. Kreisamte zu Iglau mit der Anzeige, dasser ebenfalls in der Rähe des Dorfes Langspirnik, also im südlischen Teile des befallenen Flächenraums, aufgefunden worden sei, hierher eingesendet; im Situationsplane aber eben so wenig, wie vom vorigen Steine, der scheinbaren Unbedeutendheit wegen, der Finder genannt, oder die Fallstelle angegeben.

Es zeigt derselbe einen eiförmigen Umriss, da er aber sehr plattgedrückt, und bei einer Länge von 11 und einer Breite von 8 Linien, im größten Durchmesser, an der dickesten Stelle kaum  $4\frac{1}{2}$  Linie misst, eine mandelförmige Gestalt. Diese Gestalt nähert sich

iedoch — indem die beiden Flächen auf der einen Seite in eine scharfe Rante zusammen stoßen, an der entgegen gesetzen aber durch einen ziemlich breiten Rand verbunden sind, der eine dritte, obgleich weit schmälere, Fläche bildet — einem ungleichseitigen Prisma, und damit ausfallend, obgleich im winzig Rleinen, der Form des nächst zu beschreibenden, Figur 5 abgebildeten, Steines; nur dass an diesem Steine das Prisma von zwei Flächen her start zusammen gedrückt, und die dritte Fläche die schmälste ist, und dass diese sich allmählich in den Rand der andern Seite, der gemeinschaftlichen Rante der beiden andern Flächen, verliert, ohne mit denselben Endslächen zu bilden.

Die beiden größeren Flächen sind etwas konvex, allmählich gesgen ihre gemeinschaftliche, fast schneidend scharfe, Rante schief abnehmend, und, zumal die eine, durch ziemlich tiese ungleichsörmisge Eindrücke, die ebenso, wie an den gleichartigen Flächen jenes Steines, mehr den Unebenheiten einer natürlichen Bruchsläche als gewöhnlichen Eindrücken gleichen, sehr uneben; die schmale Fläche ist noch weit gewölbter und unebener, zumal nach einem Ende hin, wo ein verhältnismäßig beträchtliches Stück der Steinmasse sich gleichzeitig losgetrennt zu haben scheint, und eine bedeutende Vertiefung zurück ließ.

Die Rinde scheint auch an diesem Steine durchaus von einerslei Beschaffenheit zu sein, und ist auch wirklich von einerlei, und zwar von der glatten Art, von dunkelschwarzer Farbe und starkem settigem Glanze, ganz ähnlich jener an den konkaven Flächen des zuvor beschriebenen und Figur 2 b, und des nächst zu beschreibens den, Figur 5 abgebildeten, Steines; nur scheint sie fast durchaus

dünner zu sein; denn sie zeigt einen Grad von Durchscheinenheit, der selten vorkommt, so dass der, wie es scheint, schwerer in Rinde umwandelbare weiße Gemengteil der Steinmasse in Gestalt einzelner gelblicher und bräunlicher Rörner durchscheint; und die Adern sind etwas stärker und faltenartiger, doch ohne die Oberfläche rau zu machen oder ein Netz zu bilden. Offenbar zeigt sich aber auch an diesem, doch so kleinen Steine eine Modifikation oder Abstufung der Hauptbeschaffenheit der Rinde; denn unverkennbar ist sie an der einen breiten Fläche, dichter, dunkler und glänzender, und von hier ist sie auch in Gestalt eines unvollkommenen Saumes über den scharfen Rand auf die entgegen gesetzte Fläche, und zum Teil auch über den stumpferen Rand der auf einer Seite an dieselbe grenzenden schmalen Fläche, welche in allen Beziehungen mehr mit jener übereinstimmt, übergeflossen. Von unvollkommener Rinde findet sich keine Spur, und nur gegen das eine etwas dickere und breitere Ende des Steines zeigt sich etwas Erde an der schmalen Fläche.

Die Abbildung zeigt den Stein im ganzen Umrisse auf der einen breiten, stärker überrindeten Fläche liegend, mit dem scharfen — der schmalen Fläche entgegen gestellten — Rande nach vorne gekehrt, um den Rindensaum auf der einen einiger Maßen ersichtlich zu machen.

#### 5.5 Fünfte Figur.

Einer der größten Steine von dem Ereignisse bei Stannern, 3 Pfund 18 Loth wiegend.

Er ward am Tage (29. Mai) der an Ort und Stelle abge-

haltenen Untersuchungs Rommission, bei angeordneter Aufsuchung der gefallenen und ganz außer Acht gelassenen Steine, von einem Bauersweibe auf einem Felde zwischen Stannern und dem Dorsse Falkenau, beinahe im Mittelpunkte des befallenen Flächenraums (und zwar etwa 600° östlich von der Kirche von Stannern, und etwa 3000° vom äußersten Punkte in R., und etwa 4000° vom äußersten Punkte in S., wo die entserntesten Steine gefallen was ren), auf ziemlich sestem Boden, flach ausliegend und nur sehr wenig in die Erde eingedrungen, gefunden. (Situations Plan Rr. 45.)

Es ist derselbe vollkommen ganz, und durchaus mit Rinde bedeckt; nur an ein paar kleinen Stellen ist diese etwas abgeschlagen, und an dem einen Ende ist ein kleines Stück ausgebrochen, doch so, dass der Verlust an Masse kaum auf 1 Loth angeschlagen werden kann.

Der Umriss des Steines ist eiförmig, mit stark abgestumpfeten Enden; er bildet aber eigentlich ein vollkommenes, nur etwas ungleichseitig dreiseitiges, gegen die beiden Enden verschmälertes Prisma, und stellt solcher Gestalt ein Segment eines Eies vor.

Er zeigt nämlich drei Hauptflächen, die unter ziemlich spiken Winkeln zusammenstoßen, und ziemlich scharfe Kanten bilden, und von welchen die etwas breitere konver, und die beiden andern ein wenig vertieft sind. Nach den beiden Enden hin verschmälern sich diese Flächen, aber ungleich, so dass die konvere mit einer der konkaven mehr nach dem einen, die andere konkave mehr nach dem andern Ende zu abnimmt. Die beiden Enden sind stark abgestumpst, und durch eine Fläche geschlossen, so dass man diese als Ende, iene als Seitenflächen betrachten kann.

Die eine dieser Endflächen, die man als die größere und regelmäßigere, als die Grundfläche dieses Steines ansehen mag, ist flach, nur etwas vertieft, und bildet ein vollkommenes, aber stark verschobenes, und sehr ungleichseitiges Viereck; drei Ecken desselben entsprechenden Seitenkanten, und folglich die Ränder den Seitenflächen, die vierte Ede aber, welche etwas stumpfer ist, fällt gegen die Mitte der breiteren Seitenfläche, von deren Teilung durch eine Kante sich der Anfang zeigt. (Die Tendenz zur vierseitis gen Säule, oder, da das andere Ende schmäler zuläuft, und dort die Endfläche kleiner und ganz unregelmäßig ist, zur ungleichseitig vierseitigen Pyramide, ist unverkennbar, und besonders auffallend die Ahnlichkeit und Ubereinstimmung dieses Steines mit dem zuvor beschriebenen, und Figur 2. a. b. abgebildeten, ungleich kleineren, nur mit dem Unterschiede, dass dieser gegen das eine Ende ungleich mehr verschmälert ist, und daher eine vollkommen konische Gestalt hat.)

Die beiden etwas vertieften Seitenflächen, die in eine gemeinschaftliche, scharfe, etwas verdrückte und wellenförmig ausgeschweiste Rante (genauso wie an jenem Steine; auch ist sie länger als wesnigstens eine der beiden andern Seitenkanten, und bildet an der Grundfläche die vorspringendste Ecke) zusammen stoßen, haben nur wenige, und sehr seichte, aber ziemlich große und breit verlausende, unförmliche Eindrücke, die (ebenso) mehr den Unebenheiten einer natürlichen Bruchfläche, als den gewöhnlichen Eindrücken gleichen, und bilden zum Teil, oder liegen in größeren, stärkeren Vertiefunsgen, welche von ungleichsörmiger, aber gleichzeitiger Lostrennung einzelner Stücke der Masse herzurühren scheinen.

Die breitere, konvere Seitenfläche, welche mit jenen Flächen ziemlich scharfe, und hie und da besonders dünne, übrigens sehr verdrückte und ausgeschweifte Kanten bildet, zeigt weit wenigere und noch seichtere Eindrücke von gewöhnlicher Art, so dass sie fast eben erscheint; nur gegen das obere Ende hin ist sie durch beträchtliche Vertiefungen (die wahrscheinlich ebenfalls durch eine ungleichförmige, aber auch mit der Entstehung der ganzen Fläche gleichzeitige Lostrennung einzelner Stücke entstanden sein mögen) gewisser Maßen verunstaltet.

Die obere Endfläche, welche mit den Seitenflächen sehr undeutsliche und unvollkommene Kanten bildet, entspricht der Beschaffenheit der Oberfläche nach, vollkommen dem oberen, verunskalteten Teile der konveren Seitenfläche; die untere Endfläche aber (die mit den Seitenflächen ziemlich scharfe, und nur mit der einen sehr schmalen konkaven eine platt und sehr breit gedrückte Kante bildet), hat nur einige sehr seichte Eindrücke, und zeigt in jeder Beziehung eine, obgleich nur wenig bedeutende Abweichung von allen übrigen Flächen.

Die Ninde ist an diesem Steine (sowie an jenem Fig. 2. a. b.) ganz besonders merkwürdig, und zeigt (genauso wie an diesem in jeder Hinsicht) eine sehr wesentliche und auffallende Verschiedenheit nach den verschiedenen Flächen, oder vielmehr nach den Seiten des Steines.

An den beiden konkaven Seitenflächen ist sie nämlich von gleischer, und zwar von der (in Gilberts Annalen Bd. 31, S. 57, sub B. 2. beschriebenen) glatten, nur sehr schwach aderigen Art; sehr dicht, sest und gleichförmig, pechschwarz und sehr fettig glänzend.

Rur hie und da zeigen sich wenig erhabene kleine Adern und Ramisikationen, die nur selten zusammen hangen, und nur eine Anlage zu blattförmigen Zeichnungen, ohne bestimmte Richtung, bemerken lassen. Sie bildet weder Nahte noch Saume.

An der konveren Seitenfläche dagegen, auch an dem oberen, verunstalteten Teil derselben, ist die Rinde besonders ausgezeichnet, von der sehr rauen, runzlicht und faltig-aderigen Art (ebendas. S. 56, A. a. 1.), zwar dicht und fest, aber sehr ungleichförmig, da fleck- und stellenweise die oberste, raue Schichte derselben fehlt, wo sie loderer, porös, matt, und mehr braun als schwarz erscheint; sonst beinahe kohlschwarz, und von ziemlich starkem, nur durch jene Stellen unterbrochenen, aber mehr seidenartigen, schillernden Glanze. Abgesehen von der Erhabenheit einzelner starker Runzeln und Kalten, hat sie im Ganzen keine beträchtlichere Dicke als jene an den entgegen gesetzten Flächen. Die erhabenen, ziemlich scharfen Adern, Runzeln und Falten, bilden ein ziemlich enges, unregels mäßiges Net, oder ein verworrenes Adergeflecht; aber, obgleich einige mehr verlängerte Adern, zumal hie und da auf den Rücken der Erhabenheiten, welche einige Vertiefungen begrenzen, ausgezeichnet und besonders scharf sind; so sind dieses doch keine Rähte, da sie immer nur von einer Seite her gebildet werden, und keine bestimmte Richtung haben. Dagegen ist die Rinde an allen Kanten dieser Fläche, sowohl gegen die beiden andern Seitenflächen, als auch gegen die untere Ends oder Grundfläche hin, obgleich hier schwächer und undeutlicher, angehäuft, verdickt, und über die Kanten selbst geflossen, so dass sie an jenen Flächen eine Art von Saum bildet, der wie eine doppelte Lage von Rindenmasse, über eine Linie

breit, sich auf dieselben und über die denselben eigentümliche Rinde hinein zieht, genau dem Laufe der Kanten folgt, und ziemlich scharf abgeschnitten endigt. An einer der Seitenkanten ist diese Saumrinde, und zwar gerade an den zwei hervorragendsten Stellen, auf einen halben Zoll Länge, wieder gegen die Fläche zurückgedrückt, gerade als wenn der Stein mit diesen Punkten gegen einen harten Körper gestoßen wäre, der die (noch nicht ganz erstarrte ?) Rinde zurückgebogen hätte. Die Beschaffenheit der Rinde an der oberen Endfläche stimmt ganz, so wie die übrige Beschaffenheit der Oberfläche des Steines hier, mit der Beschaffenheit beider an dieser konveren Fläche überein; jene dagegen an der untern End oder Grundfläche weicht hierin, obgleich nicht sehr auffallend, von jener an beiden Seiten des Steines ab. Sie ist nämlich bei weitem nicht so glatt und fettig glänzend, wie die an den konkaven Seitenflächen; aber auch nicht so rau und runzlicht-aderia und schimmernd, wie die an der konveren, sondern überhaupt mehr von der gemein-aderigen, an den Steinen von Stannern am gewöhnlichsten vorkommenden Art (A. a. 2). Von der konveren Fläche her bildet die dortige, über die Kante auf diese Fläche nur etwas übergeflossene Rinde, auch nur einen undeutlichen, unvollkommenen Saum; von den beiden konkaven Flächen her aber steht die Rinde gleichsam an den Rand der gemeinschaftlichen Rante frei an, und von jener dieser Fläche geschieden.

Von unvollkommener Ninde findet sich an diesem ganzen großen Steine nur eine und selbst etwas zweideutige Spur, an einer kleinen Stelle auf der scharfen gemeinschaftlichen Kante der konkaven Seitenflächen.

Nur an diesen letteren Flächen, auf welche der Stein auch wirklich aufgefallen zu sein scheint, da er namentlich auf denselben liegend gefunden wurde, und zum Teil an den beiden Endslächen, sindet sich Erde in die kleinen, seichten, ohne dieselbe kaum sichtbaren, Zwischenräume des schwachen Adergeslechtes, und in die vertiesten Punkte und Poren der Rinde ans und eingedrückt; auf der konsveren Fläche dagegen, die bei dem geringen Eindringen des, doch über 3 Zoll dicken, Steines in das Erdreich hoch genug über dasselbe hinausragte, so dass nicht leicht ein Regenguss Erde darüber schlemmen konnte, zeigt sich troß der Rauigkeit der Oberfläche keine Spur davon. (An dem Steine Fig. 2 finden sich erstere, sonst ganz gleich beschaupt nur etwas an der Grundsläche zeigt.)

Die Abbildung zeigt diesen besonders ausgezeichneten Stein, auf der konveren Seitenfläche liegend (wie Figur 2. b. den ähnlichen), von den beiden glatten, konkaven Seitenflächen und ihrer gemeinsschaftlichen Rante (nur gestürzt, die Grundfläche nach oben, und etwas gewendet), um den merkwürdigen Rindensaum, von der konveren Fläche her, an einem Seitenrande (in das nötige Licht gebracht) ersichtlich zu machen.

# 6 Sechste Tafel.

#### 6.1 Erste Figur.

Einer von den großen Steinen von dem Steinfalle bei Stannern, 2 Pfund 12 Loth schwer. 38 Vollkommen ganz, und durchauf überrindet.

Es ward derselbe am 29. Mai im Verfolg des angeordneten Aufsuchens der gefallenen Steine, ganz nahe an dem Marktslecken Stannern selbst, ziemlich im Mittelpunkte des befallenen Flächensraumes (und zwar kaum 500° westlich von der Kirche von Stansnern, und bei 3000° vom äußersten Punkte in N., und bei 4000° vom äußersten Punkte in S., wo die entserntesten Steine gefalsten waren) aufgefunden, und an die Untersuchungs-Kommission abgegeben. (Situations-Plan Nr. 26.)

Die Gestalt dieses Steines scheint beim ersten Anblicke höchst unregelmäßig zu sein, denn viele große, unförmliche und zum Zeil ziemlich tiese Eindrücke, die offenbar vom Verlust an Masse durch spätere Zersprengung und gleichzeitige Lostrennung mehrerer Stücke, vor der Rindebildung im Ganzen, herrühren, verunstalten die Flächen, verdrücken die Kanten und unterbrechen deren Richtung, so dass der Stein, zumal derselbe gegen das eine Ende hin etwas verschmälert, und hier von zwei Seiten her start zussammen gedrückt ist, keilförmig erscheint. Inzwischen ist doch die verschoben dreiseitige oder die unvollkommen und sehr ungleichseis

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>In dem, dem Situations-Plane angeschlossenen Verzeichnisse der aufgefundenen Steine, wird das Gewicht, wahrscheinlich weil nur nach Erinnerung geschätzt, da das Verzeichnis mehrere Monate später aufgenommen wurde, nur auf 2 Pfund angegeben.

tig vierseitige prismatische Grundgestalt unwerkennbar, und an der einen Endsläche deutlich ausgesprochen, und die Ühnlichkeit mit den oben beschriebenen und Figur 2 und 5 auf der vorigen Tafel absgebildeten Steinen nachweisbar. Man kann nämlich vier Seitensund zwei Endslächen, die zum Teil von ziemlich scharfen, wenn gleich sehr ausgeschweisten, und hie und da unterbrochenen Kanten begrenzt werden, deutlich unterscheiden.

Zwei der Seitenflächen, die sich gegen Überstehen, sind sich fast ganz gleich; sie sind breiter als die übrigen, und länglich-viereckig. Gegen das eine, obere Ende sind sie nur wenig verschmälert, aber vertieft und abgeplattet, weil der Stein hier so zusammengedrückt ist, dass er kaum einen Zoll dick erscheint; gegen das andere, untere Ende sind sie etwas mehr verschmälert, aber konverer, wie denn der Stein hier 3 Zoll dick ist. Sie sind sehr uneben, voll großer, zum Zeil ziemlich tieser, aber sanft sich verlausender Eindrücke.

Die dritte, zwischen jenen liegende Seitenfläche ist gegen das untere Ende fast so breit, wie die beiden vorhergehenden, nach oben aber sehr verschmälert, weil der Stein von den andern Seiten her so stark zusammengedrückt ist. In der Mitte ist sie etwas vertieft, sonst flach und ebener als jene, da sie nur wenige, zwar große, aber sehr seichte Eindrücke von gewöhnlicher Art hat. Die vierte, der letzteren gegen über liegende Seitenfläche endlich ist unvollskommen, oder gleicht vielmehr einem breit gedrückten Rande. Sie ist sehr schmal, sehr uneben und konver, und bildet mit den beiden breiten Seitenflächen, zwischen welchen sie liegt, undeutliche, sehr verdrückte, unterbrochene und abgerundete Ranten. Sie gleicht sehr der unvollkommenen vierten Fläche des Figur 2 a auf der

vorigen Tafel dargestellten Steines, und noch mehr, ihrer ganzen Beschaffenheit nach, der schmalen Fläche an dem daselbst Figur 4 abgebildeten Steine.

Die obere Endfläche ist undeutlich und unbestimmbar, oder viels mehr sie erscheint, weil der Stein von zwei Seiten her so sehr zusammen gedrückt ist, bloß als ein breiter, abgerundeter Rand. Die untere Endfläche dagegen bildet eine vollkommene, etwas verschobene und ungleichseitig vierseitige Fläche, deren ziemlich spike Ecken den Seitenkanten, und die ziemlich scharfen Kanten den Seistenslächen entsprechen, und die mit der gleichnamigen Fläche der oben beschriebenen Steine, Figur 2 und 5, große Ühnlichkeit zeigt. Sie ist ziemlich stark ausgehöhlt, und durch etwas kleinere, aber stärkere Vertiefungen als die übrigen Flächen, uneben gemacht.

Nach dieser Beschaffenheit der Oberfläche lässt dieser Stein drei Berschiedenheiten nach seinen verschiedenen Flächen erkennen, wovon die eine Seitenfläche für sich die eine, die derselben entgegen gesetze, schmale, in Verbindung mit der untern Endsläche, die andere, und die beiden breiten, sich gegenüberstehenden Seitenflächen zusammen, die dritte zeigen.

Die Ninde ist an diesem Steine ganz besonders ausgezeichnet und merkwürdig. Sie ist durchaus von derselben Hauptbeschaffenheit und von gleicher, und zwar von der rauen, ganz vollkommen blattförmig gezeichneten Art (A. a. 3. Gilberts Annalen Vd. 31, S. 56), zeigt aber doch, nach den verschiedenen Flächen, die sie bedeckt, unverkennbar eine zweis, zum Teil dreisache Modisikation.

An der untern Endfläche, von wo auf die blattförmigen Zeichenungen ihre Richtung nach aufwärts über die Seitenflächen nehe

men, erscheint sie noch sehr unvollkommen und undeutlich blattförmig, mehr verworren, runzlicht-aderig, von etwas graulichschwarzer Farbe, und etwas mattem, fettigem Glanze; an der schmalen, konveren Seitenfläche ist sie von gleicher Farbe und ähnlichem Glanze, aber schon deutlich blattförmig gezeichnet, und die Blätter streichen gerade nach aufwärts gegen das obere Ende, und bald schlagen sie, bald die Blätter der angrenzenden breiten Seitenflächen über die abgerundeten Kanten. An den beiden breiten Seitenflächen ist sie schon ausgezeichnet blattförmig, und die Richtung der Blätter geht von der Grundfläche nach aufwärts und etwas schief, größten Teils gegen die schmale Seitenfläche hin. Ihre Farbe zieht sich mehr ins Pechschwarze, und ihr Glanz ist etwas stärker und mehr fettig, und beides umso mehr, je mehr sie sich dem oberen Ende und der vierten Seitenfläche des Steines nähert. Auf dieser letteren endlich ist sie besonders ausgezeichnet und großblätterig, und die Blätter streichen, wie vom Mittel der untern Endfläche auf, schief aufwärts in entgegen gesetzter Richtung nach den ans grenzenden breiteren Seitenflächen, und mehr oder weniger selbst über die gemeinschaftlichen scharfen Kanten, so dass sie hier teils am Rande frei anstehen, teilf, auf jene Flächen ganz überschlagend, einen mehr oder weniger deutlichen und unterbrochenen Saum auf denselben bilden. Die Rinde ist übrigens auf dieser Fläche von einer sehr dunkel, fast kohlschwarzen Farbe, mehr seidenartigem, schimmerndem Glanze, und von zarterer Beschaffenheit (die Adern sind nämlich viel feiner und schärfer), und nähert sich überhaupt sehr der strahlig-aderigen Art; auch scheint sie, wo nicht im Ganzen, dünner, doch gleichförmiger zu sein, wenigstens ist sie nicht so, wie

an den übrigen Flächen, stellenweise, am Nande der Blätter—
zumal wo sich dieser über den Rücken von Erhabenheiten zieht—
verdickt, angehäuft, und gleichsam wie Ölfarbe mit einem groben Pinsel hingeschmiert. An der oberen Endsläche, die eigentlich, wie bereits erwähnt, bloß einen stumpfen, abgerundeten Nand bildet, ist die Ninde bis gegen das Mittel derselben hin dick, fast wulstig (hie und da wohl auf eine halbe Linie) angehäuft, besonders glatt, und von den breiten Flächen her, wie erstarrendes Pech, gleichsam angeslossen, und zwar scheint es, den abgestoßenen Stellen nach, die obere glatte Schichte zu sein, welche sich hier verdickt hat.

Von unvollkommener Rinde findet sich nur an einer äußerst kleinen, kaum bemerkbaren Stelle, auf jeder der breiten Seitensslächen, eine Spur, wo offenbar die Rinde nicht zusammengeflossen war.

Angedrückte Erde zeigt sich nur an der schmalen konveren Fläche, und gegen die untere Hälfte der an sie grenzenden breiten Seitens flächen, welches auch die Stellen sind, auf welche der Stein, kraft seines natürlichen Schwerpunktes, gefallen sein sollte.<sup>39</sup>

Die Abbildung stellt diesen ausgezeichneten Stein, auf der schmaselen Seitenfläche liegend, etwas schief gewendet vor, und zeigt die eine ebenere Seitenfläche fast in gerader, eine der breiteren in schiefer, und die untere Endfläche in saucierter Richtung.<sup>40</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Und dieser Richtung im Falle scheint die Modifikation der Rinde auf den verschiedenen Flächen sehr zu entsprechen.

<sup>40</sup>In Gilberts Annalen Vb. 31 ist von diesem Steine Tafel 1 Fig. 2 bereits eine verkleinerte und skizzierte Abbildung, aber von einer der breiten Seitenflächen, gegeben worden; ich habe daher absichtlich hier eine andere Fläche zur Darstellung gewählt.

### 6.2 Zweite Figur.

Einer der größeren von den bei Stannern gefallenen Steinen, 1 Pfund 12 Loth wiegend. Vollkommen ganz und um und um mit Rinde bekleidet.

Dieser wurde am 28. Mai in Folge der gemachten Aussorderung, die gefallenen Steine aufzusuchen, von einem Landmanne ebenfalls in der Nähe des Marktes Stannern, eigentlich bei dem Dorse Sorez, noch mehr im Mittelpunkte des befallenen Flächen raumes, als der vorhin beschriebene (und zwar kaum 1000° D. S. D. von diesem, und etwa 600° in gleicher Richtung von der Rirche von Stannern, und beinahe in ganz gleichem Abstande von den beiden äußersten Fallstellen in N. und S.), aufgefunden. (Situations Plan Nr. 35.)

Er stellt eine zwar etwas unvollkommene, aber nur wenig versschobene, ungleichseitig vierseitige Phramide vor, deren abgeflachte Spike stark auf dem Mittel gedrückt und auf eine Seite übergesbogen ist.

Die Grundfläche, welche ganz flach und beinahe vollkommen eben und platt, ohne alle Eindrücke und Vertiefungen ist (ein Fall, der bei einer Fläche von solcher Ausdehnung höchst selten an einem Steine vorkommt), bildet ein etwas verschobenes und ungleichseitiges Viereck, dessen ziemlich, und gewisser Maßen ausgezeichnet gerade laufende scharfe, fast schneidende Kanten, ebenso vielen, ziemlich senkrecht aufgesetzen, nach oben verschmälerten und nach einer Seite hingebogenen Seitenflächen, und dessen Ecken ebenso vielen, ziemlich scharfen, aber sehr verdrückten und ausgeschweisten Seitenkanten

entsprechen. Eine Ede der Grundfläche ist ziemlich spikig, und die ihr diagonal gegenüberstehende etwas abgestüßt; eine dritte Ede ist stärker, und die ihr entgegen gesekte vierte noch mehr abgestüßt, so dass durch lektere die Grundfläche beinahe fünfseitig gemacht wird. Diese Abstumpfungen gehen etwas schief von unten nach auswärts und außen, und bilden Dreiede, deren Basis auf der Grundfläche ruht, und deren spiker oberer Winkel sich allmählich in die Seitenkante verliert. Solcher Gestalt wird die vierseitige Form der Pyramide durch sie nicht verändert, und die Grundfläche zeigt immer noch eine große Ahnlichkeit mit jener der meisten bereits beschriebenen Steine, so wie die Form im Ganzen, welche den Grund-Typus deutlich genug ausspricht, mit jener mehrerer derselben.

Die obere Endfläche ist nur unvollkommen, und eigentlich die horizontale Fortsetzung einer schief aufsteigenden Seitenfläche.

Zwei aneinandergrenzende Seitenflächen sind, zumal die eine, breiter als die andern, und ziemlich stark gewöldt; die beiden andern, gegen deren gemeinschaftliche, sehr verdrückte und beinahe ganz verschwundene Kante (welcher auch die am stärksten abgestützte Ede der Grundfläche entspricht) die abgeflachte Endspitze hingedrückt und übergebogen ist, sind bedeutend schmäler und etwas vertieft.

Die an diesem Steine auf allen Flächen, außer der ganz ebenen Grundsläche, vorkommenden Eindrücke, sind von ganz eigener Art, wie ich sie an keinem Steine von Stannern (deren ich doch, mit Inbegriff der größeren Bruchstücke, bei 100 zu Gesicht bekam), noch an irgendeinem Meteor-Steine, wieder fand, ausgenommen — obgleich nicht ganz so deutlich ausgesprochen — an der Grund-

fläche des nächst zu beschreibenden. Sie sind nämlich verhältnismäßig sehr klein, aber tief und grubenartig, nicht so breit wie gewöhnliche Eindrücke und sanft verlausend, sondern ziemlich scharf gerandet, gleichsam kantig, wie von grobkörnigen oder bröckligen Absonderuns gen entstanden, und geben der Oberfläche, da sie ziemlich häusig sind, ein kleinswellenförmiges Ansehen. Auf den beiden schmälern, konkaven Seitenflächen zeigen sie schon eine Modistitation; sie sind nämlich hier größer, aber seichter und mehr breit verlausend, auch minder zahlreich. Die obere Endsläche stimmt hierin mit den andern Seitenflächen überein.

Auch die Rinde ist an diesem Steine von eigentümlicher, und der seltenen, strahlig- und nekartig-aderigen Art, aber durchaus, über den ganzen Stein, von einerlei Hauptbeschaffenheit, die nur eine Haupt- und eine dieser letzteren untergeordnete Modifikation erkennen läßt.<sup>41</sup>

Auf der ebenen Grundfläche ist sie nämlich ausgezeichnet auseinsanderlaufend strahlig; die ziemlich erhabenen, zarten und scharfen runzelartigen Adern laufen, wenig geschlängelt und fast gar nicht ramissiert, von einem körnigsrauen Mittelpunkte — der aber nicht ganz im Mittel der Fläche liegt — strahlenförmig auseinsander und gegen die Kanten hin. Die Zwischenräume zwischen diesen, eben nicht sehr gedrängten Strahlen, sind durch zartere Runzeln und Adern, die zum Teil Üste derselben sind, und durch erhabene Punkte und Tröpschen rau. Übrigens ist die Kinde hier beinahe kohlschwarz, und von einem ziemlich starken, schimmernden,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Und diese Modifikationen zeigen eine Übereinstimmung mit der Beschaffenheit der Oberfläche und mit der Richtung, welche die Flächen im Niederfallen des Steines, kraft dessen individuellen Schwerpunktes, höchst wahrscheinlich gebabt haben möchten.

seidenartigen Glanze. An allen übrigen Flächen dagegen erscheint sie nekartig-aderig, das ist, die sehr erhabenen und scharfen, zwar strahlenförmig verlängerten, aber als Folge der Unebenheiten verschiedentlich und stark gebogenen und gekrümmten Adern bilden durch ihre Verbindung unter sich ein unregelmäßiges, weitschichtiges Net, dessen Maschen oder Zwischenräume ebenfalls durch zartere, kürzere Adern und Runzeln rau sind. An den Erhabenheiten, welche die Vertiefungen begrenzen, sowie an den meisten Kanten, bildet die Rinde ziemlich hohe und scharfe, zart gefaltete Nähte, welche der Oberfläche ein ganz eigentümliches und besonders raues Ansehn geben. Abt übrigens hat die Rinde hier eine mehr ins Graue ziehende schwarze Farbe, und einen etwas schwächeren, aber noch mehr schimmernden, seidenartigen Glanz.

An den beiden konkaven Flächen zeigt sich insofern eine kleine Modifikation von dieser letteren Beschaffenheit der Rinde, dass sie hier etwas dunkler schwarz ist (gleichsam im Übergange von jener der Grundsläche in jene der andern Seitenflächen), schwächere Rähte, minder raue Zwischenräume, und, wenigstens gegen die Endspite hin, eine schwache Anlage zu blattförmigen Zeichnungen zeigt.

Übergeflossen oder Säume bildend findet sich die Rinde an diessem Steine nirgendwo, und unvollkommen (und zwar im höchsten

<sup>42</sup>Die Erhabenheit und Schärfe der Abern und Rähte der Rinde, insbesondere an diesem Steine, sprechen wohl sehr gegen die vermeintliche Flüssigkeit derselben, die selbst noch im Momente des Auffallens der Steine Statt haben soll; so wie andererseits die Form und die Schärfe der Kanten, nicht nur an diesem, sondern an den meisten Steinen, gegen die präsumierte Weichbeit, Plastizität, teigige Schmelzung (fusion pateuse) der Steinmasse in demselben Momente zu streiten scheinen; obgleich nicht in Abrede zu stellen ist, das sie sich eben so wenig mit dem höchst spröden, leicht brückigen und sast zerreiblichen Justande, in welchem, wenigstens die Steine von Stannern, selbst sehr furze Zeit nach ihrem Falle befunden worden sind, und sich noch befinden, vereinbaren lassen, und mit welchem lesteren überhaupt die vollkommene Integrität so vieler, mitunter ansehnlicher und ziemlich gewichtiger Steine im ossenbarsten Widerspruche steht.

Grade, aber nur als Folge einer oberflächlichen Absprengung eines äußerst kleinen Stückes derselben) zeigt sie sich nur auf einer sehr kleinen Stelle auf einer der konkaven Flächen.

An der Grundfläche, an einer der konveren und an einer konstaven Seitenfläche, gegen welche lettere die Endspitze gebogen ist, zeigt sich stellenweise etwas eingedrückte Erde.

Dieser, durch die seltene Art von Überrindung besonders ausgeszeichnete Stein, ist von seiner — in dieser Beziehung merkwürdigssten — Grundflache, die zugleich dessen Form am besten erkennen macht, dargestellt.<sup>43</sup>

#### 6.3 Dritte Figur.

Ebenfalls einer der größeren von den bei Stannern gefallenen Steinen, von 1 Pfund 7 Loth am Gewichte, welcher am
29. Mai, auch nahe bei Stannern selbst, zwischen den Dörfern
Sorez und Falkenau, demnach ebenfalls im Mittelpunkte des befallenen Flächenraumes (und zwar nur etwa 500° mehr nördlich
als der letztbeschriebene, und etwa 300 östlich von der Kirche von
Stannern) aufgefunden und der Kommission übergeben wurde.
(Situations-Plan Nr. 43.)

Es ist derselbe vollkommen ganz, so, wie er wirklich zur Erde gefallen, obgleich er, bei oberflächlicher Betrachtung, das Ansehen hat, als wäre ein beträchtliches Stück davon nach der Hand geswaltsam abgeschlagen, und die künstlich erzeugte Bruchfläche durch

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>In Gilberts Annalen Bd. 31, Tafel 2 Figur 1. 2., ist bereits von diesem Steine eine stizzierte Darstellung von zwei Ansichten gegeben worden, und zwar die eine von den beiden gewöllten Seitenflächen mit ihrer gemeinschaftlichen Kante, die andere von der Grundslache genommen.

absichtliche oder zufällige Beschmuzung so verändert worden, dass sie nicht mehr vollkommen einer ganz frischen der Masse gleichet. Diese Vermutung findet noch überdies in der offenbaren Verunstaltung der Form, deren ursprüngliche größere Regelmäßigkeit noch unverkennbar ist, durch Verlust an Masse, eine auffallende Bekräftigung. Es hat mit dieser Vermutung insoweit auch die vollste Richtigkeit, dass jenes Bruchansehen und diese Formverunstals tung wirklich von einem späteren, nach der ursprünglichen Bildung (Individualisierung) dieses Steines und nach dessen totaler Inkrus stierung Statt gehabten Verluste an Masse herrühre; allem es zeigt sich bei näherer Betrachtung unwiderleglich, dass dieser Verlust noch vor dem wirklichen Niederfallen oder Auffallen des Steines, und während seines Zuges durch die Luft, durch natürliche Absprengung und Lostrennung eines Stückes entstanden sein müsse, indem die vermeintlich fünstliche Bruchfläche wirklich mit wahrer, obgleich nicht vollkommen ausgebildeter Rinde bedeckt erscheint. 44

So unregelmäßig die Form diesel Steines nun auch ist, so ist doch in seiner Begrenzung durch wahre Flächen, und in deren Berbindung, Ausdehnung und Nichtung, der Grunde Typus zur verschoben vierseitigen Pyramide, und damit die Ähnlichkeit mit den meisten der beschriebenen Steine deutlich genug noch ausgesprochen,

<sup>44</sup> Dieser Stein war ef auch, an dem ich jene, für die in jeder Beziehung so schwierige Erklärung der Vildung der Ninde an den Meteor-Steinen, gewiss sehr wichtige Beobachtung, nämlich über das Vorkommen derselben in verschiedenen Graden von Unvollkommenheit, oft selbst an ein und demselben Steine, zuerst machte, und zu machen nicht wohl versehlen konnte, da sie an diesem Steine so ausgesprochen und in die Augen springend ist, und welche so wie die ebenso vorkommenden Hauptverschiedenheiten und Modistiationen derselben, wie mir deucht wohl unbestreitbar, eine stusenweise und allmähliche — ich will gerade nicht behaupten, langsame, aber doch wiederholte, sortgesetze, und während der ganzen Periode des Falles der einzelnen Steine sortdauernde — Vildung der Rinde voraussen. Es war mir dann ein Leichtes, dieses, gar nicht ungewöhnliche Vorkommen der Ninde, in an sich schwerer erkennbaren Graden, nicht nur an den meisten Meteor-Steinen von Stannern, sondern auch an jenen von andern Ereignissen, deren Rinde, ihrer Natur nach, weit weniger geeignet ist, diesen Justand erkennen zu lassen — daher er auch bis dahin (1808), und wie es scheint, noch bis jest von niemand beobachtet wurde — aufzussinden und nachzuweisen.

und man müsste diesen Stein, trot dessen starker Abplattung und anscheinender Zurundung, nach zwei End- und vier Seitenflächen beschreiben, zöge man auch nur die verschiedene Beschaffenheit seiner Oberfläche und die Modistationen der Ninde in Betrachtung.

Die eine, bedeutend größere Endfläche, stellt ein verschobenes, aber ziemlich gleichseitiges Viereck vor, dessen Ecken abgestumpft, und mehr oder weniger zugerundet, und dessen ziemlich gerade laufende Ränder, die mit den mehr oder weniger schief aufsteigenden Seitenflächen ziemlich scharfe Ranten bilden, ausgeschweift sind. Sie ist in der Mitte etwas gewöldt, sonst ziemlich flach, und durch sehr viele kleine, aber ziemlich tiefe, grubenartige Eindrücke auf eben die Art und ebenso sehr uneben, wie die Seitenflächen des zuvor beschriebenen Steines.

Dren aneinandergrenzende Seitenflächen sind sehr niedrig. Die eine steigt beinahe senkrecht; die andere, unter einem ziemlich spiken Winkel in eine deutliche, ziemlich scharfe Kante mit ihr zusammensstoßende, etwas schief; die dritte, unter einem sehr stumpfen Winkel, mit ersterer eine sehr undeutliche, ganz abgerundete Kante bildense, noch mehr schief von der Grundfläche in die Höhe. Alle haben nur wenige, seichte, aber große und breit verlaufende Eindrücke von gewöhnlicher Art.

Die vierte Seitenfläche ist, zumal in ihrem Mittel, wo sich der obere Rand in eine stumpse Spize verliert — von der eine ziemlich erhabene scharfe Rante bis zum Rande der Basis läuft, und diese Fläche der Länge nach in zwei Hälften teilt, auch gewisser Maßen eine fünste unvollkommene Ecke an der Grundsläche bildet — beträchtlich höher als iene, und erhebt sich zwischen den beiden

schiefern Seitenflächen, mit welchen sie in etwas undeutliche Ransten zusammen stößt, beinahe senkrecht von der Grundfläche Sie ist sehr uneben, ihre Unebenheiten rühren aber nicht von gewöhnlischen Eindrücken her, sondern stellen natürliche Unebenheiten einer Bruchfläche der Steinmasse selbst vor.

Die obere Endfläche endlich steigt von zwei Seitenflächen — der einen etwas schiefen und der senkrechten, niederen — mit welchen sie unter einem sehr stumpfen Winkel in etwas undeutliche Kanten zusammen stoßt, eine Strecke lang schief aufwärts, als wenn sie eine gewölbte Fläche bilden wollte, wird aber bald durch eine neue Fläche unterbrochen, die wie von einer zufälligen, späteren und gewaltsamen Abschlagung der Endspike entstanden zu sein scheint. Diese Fläche hat einen rundlichen Umriff, der aber doch einiger Maßen den Seitenflächen und Kanten entspricht, erhebt sich schief gegen den Rand und die Spitze der einen senkrechten höheren, und stößt mit der vierten schiefen Seitenfläche mit einem ziemlich scharfen kantenartigen Rand zusammen. Sie sieht ebenso rau und uneben auf, wie die eine hohe Seitenfläche, und folglich wie eine gewöhnliche Bruchfläche der Steinmasse, indes ihre Basis gegen die zwei ersteren Seitenflächen hin, hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Eindrücke, ganz diesen gleicht. So verschieden solcher Gestalt die Dberfläche dieses Steines nach den verschiedenen Flächen desselben erscheint; so verschieden und offenbar in Ubereinstimmung mit jenen Verschiedenheiten zeigt sich auf eine höchst merkwürdige Weise die Beschaffenheit der Rinde an demselben.

Auf der größeren End- oder Grundfläche desselben ist sie nämlich genau und in allen Beziehungen, so wie an den Seitenflächen

des vorhin beschriebenen Steines, von der dichten, festen, rauen, negartig-aderigen Art (A. b. 2), mit sehr erhabenen Adern, häusigen, scharfen Nähten und sehr rauen Zwischenräumen; nur zieht sich hier die Farbe mehr ins Pechschwarze, und der seidenartige Glanz nähert sich mehr dem fettigen; auch scheint die Rinde hier dünner zu sein, indem an einigen Stellen, zumal gegen die eine raue Seitensläche hin, die untere braune Schichte, und auf der ganzen Obersläche der, wie es scheint, schwerer in Rinde umwandelbare, weiße Gemengteil der Steinmasse (wie an dem Tab. 5 Fig. 4 vorgestellten Steine) in Gestalt einzelner und zusammen gehäuster, weißer, gelblicher und bräunlicher Körner, die kaum die Größe der Hans- oder Hirsebörner haben, durchscheint.

An den drei, aneinandergrenzenden, auch sonst gleichartigen Seitenflächen dagegen ist sie von der gewöhnlichsten einfachenderigen Art (A. a. 2), von dunkelschwarzer Farbe und von dem gewöhnlichen settigen Glanze. Doch zeigt sich auch hier eine kleine Modifikation, indem an einer derselben, und zwar an der am schiessten aufsteigenden (auch unebeneren) die Rinde glatter, glänzender, anscheinend dünner, und mit einer Anlage zur blätterigen Zeichnung sich zeigt; und was besonders merkwürdig ist, auf ihr, vom Rande der Grundsläche her, die Rinde übergeslossen erscheint und einen Saum bildet, indes sie an den beiden andern Flächen von jener Fläche her gleichsörmig über die Ränder oder Kanten fortläuft. An der oberen, mit der neuen Bruchsläche gebildeten Endkante steht die Rinde dieser Fläche angehäuft, gleichsam als ein aufrechtstehender, ziemlich scharfer Rand an.

An der vierten höheren Seitenfläche erscheint die Rinde sehr

ungleichförmig, da sie sehr oft in der Bildung unterbrochen worden zu sein scheint; hin und wieder ist sie deutlich aderig und rau; hie und da aber, zumal an der einen Hälfte, wo auch an der Endkante von der Grundfläche her ein Saum gebildet wird, zeigt sich eine Anlage zur blattförmig gezeichneten. Sie ist übrigens sehr dicht, schwarz und fettig-glänzend, und an den erhabensten Stellen und Punkten, so auch an der Teilungskante, die und kompakt. An den tiesen Stellen ist sie dünner, und sehlt an manchen Pläßen sogar ganz, wo die Grundmasse mit bräunlicher Farbe zum Vorschein kommt. In dieser zeigt sich der weiße Gemengteil der Steinmasse in Gestalt von weißen Körnern, und es werden auf ihr nur einzelne oder zusammen gruppierte, und mehr oder weniger ineinander geflossene schwarze Tröpschen Rinden-Substanz dem freien Auge sichtbar. (Niedrigster Grad der unvollkommenen Rinde. D. 1.)

An der oberen Endfläche endlich, das ist, insoweit eine solche, außer der neuen Bruchfläche, vorhanden ist, und von den beiden Seitenflächen gebildet wird, ist die Rinde ganz genau von derselben Beschaffenheit in jeder Beziehung wie an diesen letzteren, und zieht sich auch von denselben geradezu, ohne alle Unterbrechung der Adern, auf diese Fläche herüber; nur dass sie hier hin und wieder etwas abgerieben ist.

Sanz anders zeigt sich nun die Rinde an jener später entstandenen Bruchsläche, die im Sanzen ein raues, mattes, erdgraudbräunliches Ansehen hat. Hier ist in dem bräunlichen Grunde der weiße Semengteil nicht nur noch der Farbe nach erkennbar, und nur selten gelblich oder bräunlich, sondern selbst hie und da noch ganz erdig und fast kreideweiß, und die Rinden-Substanz zeigt sich

nur, vorzüglich auf dem Rücken der scharfen, gleichsam kantigen Erhabenheiten, wie ausgeschwickte Tropfen, die entweder einzeln dastehen, oder zu Perlenschnüren, Adern oder kleinen Flecken und Streisen zusammengeslossen sind. Gegen die Ränder hin ist die Rinden-Substanz häusiger, an den Rändern selbst aber ist sie von den angrenzenden Flächen her angehäuft, und bildet einen deutlischen Abschnitt, so dass gegen die beiden aderigen Seitenslächen hin, wo die konver sich erhebende Endsläche in diese Bruchsläche sich allmählich verliert, durch die Rinde selbst erst ein scheinbarer Rand gebildet wird. (Mittlerer Grad der unvollkommenen Rinde. D. 2.).45

An der Grundfläche sowohl als an allen Seitenflächen, ist hie und da etwas, obgleich nur äußerst wenig, Erde noch anklebend.

Die Abbildung stellt diesen lehrreichen Stein auf seiner Grundssläche liegend und so vor, dass nebst den drei niederen Seitenflächen die obere Endfläche mit der unvollkommen überrindeten Bruchfläche ganz zur Ansicht kommt. 46

### 6.4 Vierte Figur.

Ein mittelgroßer Stein von der Begebenheit bei Stannern, 1 Pfund 1 Loth wiegend, welcher am Tage des Ereignisses selbst,

<sup>45</sup> Ef zeigt dieser Stein demnach eine fünsfache Verschiedenheit der Ninde an seinen verschiedenen Flächen, wovon drei, nämlich die an den drei niederen Seitenflächen und der Vasis der oberen Endslache; dann die der vierten hohen Seitenflache und der neuen Bruchfläche; endlich die der Grundsläche — wenn sie nicht etwa Modistation dieser letzteren ist — Hauptverschiedenheiten zu betrachten kommen, von welchen der Grund hauptsächlich in der ungleichzeitigen Entstehung der Flächen, und folglich der ungleichen Dauer des Nindebildungs Prozesses zu suchen bein dürste: — zwei aber, nämlich die an der einen schiefern Seitenflache von jener der beiden andern, und die an der vierten hohen Seitenflache von jener der Nochststationen vorstellen, die von der Richtung des Steines im Falle, und von der dadurch abgeänderten Einwirfung des Luftstromes, herrühren möchten.

<sup>46</sup>In Gilberts Annalen Bb. 31, Taf. 3, Fig. 2, ist bereits auch von diesem Steine eine Darstellung versucht worden, die aber durch die Rolorierung sehr verunstaltet worden ist.

und zwar ebenfalls ganz nahe bei Stannern, auch zwischen den Dörfern Sorez und Falkenau, demnach ebenfalls im Mittelpunkte des befallenen Flächenraumes (und zwar kaum mehr als 100° südlich vom vorhin beschriebenen entfernt) aufgefunden, und dem Pater Caplan in Stannern überbracht wurde, der ihn am 29. Mai der Rommission überreichte. (Situations-Plan Nr. 40.)

Auch dieser Stein ist vollkommen ganz, und so wie er zur Erde gekommen, erhalten worden, obgleich derselbe noch ungleich mehr als der vorhin beschriebene, auch selbst bei näherer, ja wohl ganz naher Betrachtung, das Ansehen eines großen Bruchstückes, oder der Hälfte eines enzwei geschlagenen Steines hat, wofür er auch lange Zeit von mir und jedermann gehalten wurde, indem eine ganze Seite desselben eine beinahe ganz frische, nur etwas dunkler gefärbte, gleichsam beschmutzte, Bruchsläche zeigt. 47

Seine Gestalt ist unregelmäßig und schwer zu beschreiben; doch bilden alle bestimmbaren Flächen, und selbst die scheinbar frische Bruchsläche, ein verschobenes Viereck, und am ganzen Steine lassen sich noch acht Ecken, acht Ends und vier Seitenkanten am vollkommensten nachweisen, so dass sich die Grunds oder ursprüngsliche Absonderungsgestaltung leicht denken, und die Ähnlichkeit in der Totalsform mit den meisten der zuwor beschriebenen Steine wieder nicht verkennen lässt.

Die Oberfläche aller vollkommen überrindeten Flächen — wovon wieder zwei der an einander grenzenden Seitenflächen etwaf gewölbt, die zwei andern etwaf vertieft sind, die als Grundfläche

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Schwerlich würde ich selbst diese Fläche für das, was sie wirklich ist, so bald erkannt haben, wenn nicht der zuwor beschriebene Stein, und ähnliche, mancherlei Abstufungen der unvollkommenen Rinde aufs klarste aussprechende Stellen an vielen andern, mich aufmerksam gemacht hätten.

zu betrachtende aber, welche der neueren Bruchfläche gegen über gestellt ist, flach und ziemlich eben erscheint — hat wenige, aber große und breit verlaufende Eindrücke gewöhnlicher Art; ein paar tiefere, schärfer begrenzte, sind nicht sowohl bloßen Eindrücken, als vielmehr einem Verluste der Masse durch — mit der Individualisierung des Steines und der Vildung der Rinde im Ganzen — gleichzeitige Lostrennung einzelner kleiner Stücke zuzuschreiben.

Die Ninde ist fast durchaus dieselbe, wenigstens von einer und derselben Hauptbeschaffenheit an allen diesen Flächen, und ganz und in jeder Beziehung von der gewöhnlichsten, einsach und verworrensaderigen Art, wie z. B. an den Seitenslächen des vorhin beschriesbenen Steines. Sie zeigt weder Säume noch Nähte, bildet aber hie und da ziemlich lange, scharfe und erhabene Adern, die eine ziemliche Strecke über eine Kante oder den Nücken von Erhabensheiten lausen, doch keine bestimmte Nichtung haben.

An einer ziemlich großen, stark hervorragenden, sehr unebenen Stelle, eigentlich an der ganzen einen gewöldten Seitenfläche, zeigt sich — als Modifikation — eine Anlage zur blattförmig gezeicheneten Rinde; auch scheint da die matte untere Schichte bräunlich durch, und in ihrer Nähe zeigen sich an den Kanten der angrenzeneden Flächen Anhäufungen von Rinde, von diesen letzteren her, die sich Säumen nähern. Übrigens ist die Rinde von der gewöhnlichen dunkelschwarzen Farbe, und dem gemeinen, ziemlich starken, etwas settigen Glanze.

Das Merkwürdigste an diesem Steine ist nun jene dem unsbewassneten Auge ganz rindenlos erscheinende neuere Bruchsläche, welche die größte und gewisser Maßen regelmäßigste am Steine

ist.

Es bildet dieselbe, obaleich sie sich auch über einen Zeil einer angrenzenden Fläche ausdehnt, ein ziemlich gleichseitiges, nur etwas verschobenes Viereck, welches von drei Seiten her durch die anstebende Rinde der angrenzenden Flächen, auf der vierten aber durch die scharfe Bruchkante der Steinmasse, ausgeschweift zwar nach den vorkommenden Unebenheiten der Flächen, aber scharf begrenzt wird. Ihre ziemlich spizen Eden entsprechenden Seitenkanten, und die scharfen Ränder den Seitenflächen des Steines, und sie hat ganz das Ansehen, als wäre ein noch Mahl so großer Stein zerspalten worden, und habe durch einen besonders glücklichen, ziemlich ebenen und geraden Bruch diese Bruchfläche gegeben. Sie ist sehr uneben, aber nicht von der Art, wie die überrindeten Flächen zu sein pflegen (durch meist rundlichte, allmählich sich erhebende, und fanft in die Erhabenheiten breit verlaufende, sondern durch sehr ungleichförmige und winklige, von senkrechten, oder nur wenig schiefen und ziemlich scharffantigen Erhabenheiten begrenzte Vertiefungen), vielmehr sieht sie gerade so aus wie eine frische künstliche Bruchfläche der Steinmasse, hat aber weder das frische Ansehen, noch ganz die Farbe einer solchen, sondern ist schmuzig oder bräunlich-grau, hie und da mit bläulichweiß und ascharau gemischt. Die Masse scheint dichter, fester und weniger rau zu sein, und wenn man sie mit der einfachen Lupe betrachtet, so sieht man hier und da, zumal an den erhabenen Stellen, an den Kanten der scharfen Erhabenheiten, und der durch Nisse getrennten Partien, die angefangene Erzeuaung der schwarzen Ninden-Substanz in Gestalt kleiner Tropfen, Perlenschnüre oder Einfassungen. An den Rändern stößt die Rinde

der vollkommen inkrustierten Seitenflächen dicht an, so dass, wie gesagt, durch dieselbe eigentlich der wahre Rand dieser Fläche selbst erst gebildet wird; und obgleich diese Rinde hier scharf abgeschnitten und nicht viel dicker ist, als an einer fünstlichen Bruchfläche, so zeigt sie doch keine Spuren eines Bruches; denn sie ist da eben so dicht und glänzend, wie an der Oberfläche, und lässt die zweite untere, poröse, matte Schichte nicht erkennen. (Haupt-Kriterium eines solchen, vor dem wirklichen Riederfalle und noch in der Luft entstandenen, natürlichen Bruchef von einem fünstlichen.) Offenbar ist sie an einigen Stellen, zumal gegen jene Seitenfläche hin, wo die Rinde sehr kompakt, schwarz und aderig ist, von daher wie übergeflossen oder übergedrückt, wenigstens weiter fortschreitend, so daff sie einen beträcktlichen Saum oder eine Einfassung auf dieser Fläche, über die Kante her, bildet. An einer scharfen Ede erstreckt sich diese Einfassung bis auf  $1\frac{1}{2}$  Linie weit auf diese Fläche hinein; die Steinmasse ist in der angrenzenden Gegend auch dunkler, und zeigt häufigere Tropfen.

Eine, dieser ganz ähnliche, aber ungleich kleinere Fläche, findet sich an demselben Steine gegen den unteren Rand der einen Seistenfläche (die von jener Fläche unter einem Winkel von beiläusig 100° abweicht), mitten in der Rinde, gerade als wenn hier ein Zoll großes (aber allem Ansehen nach nur sehr dünnes) Stück der Steinsmaße, das etwa ursprünglich eine hervor stehende Ecke oder eine Erhabenheit gebildet haben mochte — nachdem die Hauptfläche und überhaupt der ganze Stein bereits überrindet war — und zwar ganz gleichzeitig mit jenem Stücke, das obige neuere Bruchfläche bildete, mit Gewalt abgesprengt worden wäre, und als wenn, hier

wie dort, das Ninden bildende Agens (der Nindenbildungs-Prozess) nicht mehr Intensität oder Zeit genug gehabt hätte, die erzeugte Bruchsläche vollkommen zu inkrustieren (was wohl unwiderleglich, wirklich und wörtlich der Fall gewesen sein muss).

Diese beiden Flächen zeigen die unvollkommene Rinde in ihrem höchsten Grade (D. 3), und zwar von bedeutender Ausdehnung, wie ich sie, aber meistens nur auf sehr kleinen Stellen vorkommend, auf den meisten der beschriebenen Steine nachgewiesen habe. 48

Von eingedrückter Erde zeigt sich etwas an der, der neuern Bruchfläche entgegen gesetzten, als Grundfläche betrachteten, und an der größeren, gewölbten Seitenfläche.

Die Abbildung zeigt diesen belehrenden Stein, auf einer Seistenfläche aufgestellt, von jener merkwürdigen, großen, neueren Bruchfläche, und zwar so, dass das Licht von jener Seite einsfällt, wo sich die scharfe Kante und Ecke mit dem übergeschlagenen Rindensaume befindet. 49

## 6.5 Fünfte Figur.

Ein  $3\frac{1}{2}$  Loth wiegendes Bruchstück eines großen, ursprünglich 4 Pfund schwer gewesenen Steines von Stannern, welcher am Tage

<sup>48</sup> Dieser kostbare Stein zeigt demnach eine zweisache Hauptverschiedenheit der Rinde, und zwar gerade die extremsten Punkte von ihrer Ausbildung beisammen, die wohl die entferntesten Zeit-Momente der Rindebildungs-Veriode, und die heterogensten Birkungsgrade des Rindebildungs-Vrozesses zu bezeichnen scheinen — und eine, auch wohl zwei Modisstationen; erstere nämlich an der einen gewöldtern Seitenfläche, als Modisstation der dunkleren, raueren, an den übrigen vollkommen überrindeten Flächen vorsommenden Rinde; und letztere etwa an einer der, an iene große Bruchssläche angrenzenden, obiger gerade entgegen gestellten Seitenflächen, worüber sich zum Seit iener Bruch fortsetze, die Masse aber schon weit dunkler, und die Rinde bereits in Flecken und Streisen (D. 1) sich zeiat.

<sup>49</sup> Auch von diesem Steine, und von derselben Ansicht genommen, findet sich in Gilberts Annalen Bd. 31, Taf. 3, Fig. 1, eine frühere Abbildung, die aber durch die Kolorierung gar sehr an Deutlichkeit verloren hat.

der Begebenheit selbst, von dem Oberjäger von Iglau, gegen den Ort Teschen zu, am westlichen Teile des befallenen Flächenraumes von dessen Mittelpunkte, und zwar am entserntesten Punkte daselbst (etwa 1300° westlich von der Kirche von Stannern, und bei 3400° südewestlich vom äußersten Punkte in N., und bei 4500° nordewestlich vom äußersten Punkte in S., wo die entserntesten Steine gefallen waren) gefunden, aber zerschlagen, und wovon nur die größere Hälfte, von 2 Pfund 12 Loth am Gewichte, am 29. Mai an die Untersuchungsenmission abgegeben wurde. (Situationselan Nr. 63.)

Es zeigte diese größere Hälfte des Steines, außer den frischen Bruchflächen, größten Teils eine sehr raue, grob-runzlicht-aderige Rinde von dunkelschwarzer Farbe, und dem gewöhnlichen settigen Glanze, die aber sehr häusig und bedeutend sleck- und stellenweise abgerieben oder abgesprungen, das ist, von der obersten schwarzen, glänzenden Schichte entblößt, und hier braun, matt und zart porös war (A. a. 1. Gilberts Annalen Bd. 31, S. 56 im ausgezeichnetsten Grade). Da dieses Stück übrigens nichts Außeichnendes hatte, so ward dasselbe zum Behuse der beabsichtigten Bersuchstücke zerschlagen, wovon nun dieses eines ist, welches für die Sammlung zurückbehalten wurde.

Es zeigt dasselbe, von der einen konveren Außenseite, die oben beschriebene Rinde im vollkommensten Grade, von der andern aber eine frische Bruchsläche von der gewöhnlichen Beschaffenheit der Masse dieser Steine; nur mit dem Besondern, dass auf derselben, zwar nur gegen den Rand des Bruches, und folglich gegen die

äußere Rinde hin, aber doch hie und da beinahe einen halben Boll tief von der Oberfläche einwärts, und zwar an Stellen, wo an dieser vor dem Zerbrechen des Steines gar keine Risse oder Sprünge der Masse zu beobachten waren, ziemlich große Flecke von Rinden-Substanz mitten in oder dermal vielmehr auf der ganz unveränderten Steinmasse zur Ansicht kommen.

Diese Flecke liegen zum Teil dicht an der Oberfläche, und hängen mit der äußern Rinde wirklich zusammen, als wenn diese hineingeflossen wäre; einige liegen aber weiter ab, ganz isoliert, und sind von durchaus unveränderter Steinmasse, selbst von eingestreusten, metallisch glänzenden Ries-Bröckeln und Punkten umgeben. Einige derselben sind glänzend schwarz, wie die äußere Rinde, viesle matt schwarz, wie die untere Schichte derselben zu sein pflegt, die meisten aber sind mehr oder weniger von der Steinmasse bedeckt, die beim Zerschlagen des Steines daran festblieb.

Die Größe und Gestalt dieser Flecke ist sehr verschieden, ihr Umriss ist aber nie rundlich, sondern vielmehr winkelig und vieleckig; ihr Nand scharf begrenzt und wie gebrochen, und ihre Dicke beträgt nicht mehr als die der Außenrinde. Eingeknetet in die Masse sind diese Flecke keineswegs, denn sie erscheinen nur als dünne Lagen, und verursachen, dort wo sie sich finden, eine gleichsam schalige oder schiefrige Absonderung der Steinmasse. 50

<sup>50</sup> Obgleich ich mich zur Zeit außer Stande fühle, von der Bildung der Ninde an den Meteor-Steinen überhaupt, und insbesondere von der Entstehung derselben im Innern der Steinmasse, sowohl in Gestalt solcher Flecken (in welcher sie jedoch am seltensten, und wohl nie weit von der Oberfläche entsernt vorkommen, und füglich noch der Einwirtung des Ninde bildenden Agens von Außen her zuzuschreiben sein dürfte), als in Gestalt eingestreuter Punkte (in welcher sie inzwischen nur bei sehr lockeren Meteor-Steinen, z. B. bei jenen von Chassigny (Langres) deutlich, weniger bei den Steinen von Stannern, und bei beiden selbst höchst problematisch (ob nicht Chrom-Eisen oder Eisen-Oryd?), bei Meteor-Steinen von sestem Kohästons-Justande und dichtem Gestüge meinen Untersuchungen nach, selbst nicht als Spur erscheint), als vollends in Form von Abern, Gängen, Schichten und Lagen (deren Substanz man für einerlei mit jener der Rinde zu halten geneigt scheint, und von welcher bei

Erklärung der nächsten Safel die Rede sein wird), eine befriedigende Erklärung zu geben; so muss ich doch freimütig gestehen, das ich der Ansicht meines Freundes Chladni, von der Bildung der Rinde überhaupt, und biefer im Innern (insofern ihr Borfommen darin wirklich Statt findet) insbesondere, durchaus nicht beistimmen fann. Die Gegenwart bef Schwefelf (beffen Anwefenheit in ber Steinmaffe, wenigstenf in gebundenem Buftande, übrigenf nicht in Abrede gestellt werden kann), den Gr. Chladni als das Haupt-Material betrachtet, auf welchem bie Rinde gebildet wurde, gibt fich in derfelben auf keine Weife zu erkennen; weber durch die chemische Analyse, noch durch eine leichte Schmelzbarkeit (die im Gegenteile sehr schwer ist, da sie wenigstenf 6 bif 9° Webgmb. Site fordert, und die wohl, wenn man den Rindebildungs-Prozesf durch Site geschehen lassen wollte, sehr gegen die, obgleich nur durch ein paar Fälle, in Anrequng gebrachte Abfarbung der Steine, streiten möchte), weder durch den Geruch bei Erhitzung, noch durch den geringsten Grad von Wirkung auf das Elektrometer, wenn gerieben ober erwärmt; fo wie andererseits bie Mannigfaltigfeit der Rinde bei berichiebenen Meteor-Steinen, und die offenbare Abhängigkeit berfelben von den Gemeng, und Beftandteilen der Steinmaffe, gegen ein foldef allgemeines Saupt-Material streitet. Die Gleichförmigkeit der Ninde, zumal hinsichtlich der Dide, auf sonst gleichartigen, wenn gleich sich noch so sehr entgegen gesetzten Flächen, an ein und bemselben Steine, und die Ubereinstimmung hierin bei allen Meteor-Steinen im Augemeinen; die unwiderleglich von der Beschaffenheit der Oberfläche abhängigen Hauptverschiedenheiten derselben an ein und demselben Steine; die offenbare, allmähliche und ftufenweise Ausbildung derselben; und der unverkennbare Übergang ihrer Massenteilchen in jene der Steinmasse, und umgefehrt, wo beide fich im Rontafte befinden (wie fich auf der mifroffopischen Betrachtung ergibt) u. f. w., laffen fich wohl schlechterdings nicht durch eine Übergießung ober Besprigung von Außen ber erklären. Endlich lafft sich das, nach meinen Beobachtungen nur höchst selten (meiner Überzeugung nach bisher nur an diesem einzigen beschriebenen Bruchstude) und nie tief im Innern eines Steines sich zeigende wirkliche Vorkommen von Rinde in Bestalt von Fleden, deren Form, Beschaffenheit und Zusammenhang mit der Steinmasse (nach obigem), so wie die Art des mehr als problematischen Vorkommens derselben in Abern, Gängen und Lagen (wovon seines Ortes) wohl nicht mit der Joee einer Einknetung und Zusammenklebung vereinigen, als welche einerseits einen ziemlich tumultuarifchen (Gährungf.) Prozeff bei jedem einzelnen Steine nach beffen Individualifierung, Bildung und bereits schon ein Mahl vollendeter Intrustierung, andererseits ein häufiges Zusammentreffen, Zusammenpassen und Biedervereinen der bereits mit Gewalt losgetrennten und weit weg und aus einander geschleuderten Steine und Bruchflude voraussen, mit welchen die Regelmäßigkeit und Übereinstimmung so vieler Steine in der Form (der Brund-Tipuf), die Beschaffenheit der Flächen und Kanten (welche beide Umstande schlechterdings feinen solchen Grad von Weichheit nach einmal geschehener Inkrustierung denken lassen), der entsernte Riederfall der einzelnen Steine voneinander (ber meistenf einen Zwischenraum von 2 bif 300, oft 1000 und mehr Rlafter beträgt) u. f. w., im offenbarften Widerspruch zu stehen scheinen.

Eber könne ich der Meinung meines Freundes, des hrn. Prof. v. Scherer (welcher früher gleichzeitig und zum Teil gemeinschaftlich mit mir über diesen Gegenstand arbeitete, und seine Bemerkungen über die Beschaffenbeit und wahrscheinliche Entstehung ber Rinde an den Steinen von Stannern, in einem gleichzeitigen Aufsätze in Gilberts Annalen Bb. 31 bekannt machte), beipflichten, nach welcher die Rinde in einem Ru, und gleichsam mit Bligesichnelle, und zwar im Momente ber Bereinzelung, Individualisierung ber Steine, über alle zugleich, und über deren ganzen Umfang auf ein Mahl, nur mit verschiedener Intensität der wirkenden Potenz, demnach mit einigen Modifikationen, gebildet wurde, und jene Botenz in der Elektrizität zu suchen sein mochte; wenn sich darnach einige Eigenheiten derselben, 3. B. die vielen und auffallenden Hauptverschiedenheiten und häufigen stufenweisen Mobifitationen und Ubergänge der Rinde (beren, wie gezeigt worden ift, immer an einem und demselben, oft sehr kleinen Steine, mehrere, 2 bif 5, deutlich unterschieden, aber nicht wohl begreiflich von einer so vielfachen Berichiebenheit der Intensität, der sie auf ein Mahl erzeugenden Potenz, abgeleitet werden können), befriedigend erklären liegen; wenn ihr nicht ferner einige Erscheinungen bei dem Ereignisse selbst, 3. B. das bei diesem, fo wie überhaupt bei allen ähnlichen Ereigniffen, wo viele Steine fielen, gang einstimmig gleichartig beobachtete, fortgesette, einem kleinen Gewehr- ober Pelotonfeuer ähnliche Getose nach den Saupt-Detonationen (welchef wohl nur von einem wiederholten, sukzessiven Zerplagen und Zerspringen ber einzelnen Steine während ihref Kalles bergeleitet werden fann); daf so ausnehmend schiefe und fanfte Auffallen mancher einzelner, ziemlich großer Steine, so dass sie kaum merklich die Erde streiften und eine Strecke fortrollten (welches eine horizontale Wursbewegung vorausset, die sich mit der Sobe, auf welcher die Saupserplagung vorging, der gegenwirkenden Schwerkraft wegen, ichlechterding nicht verträgt, daher eine fpätere Zerplatung eines einzelnen Steines im Falle, auf minderer Höhe, und die Lossprengung eines Stückes davon in solcher Richtung vorausgesetzt werden muss) u. s. f. . — in Wege

stunden; und wenn ef endlich nicht ganz an allen Wahrnehmungen fehlte (worauf insbesondere und mit Vorbedacht bei der Untersuchung der Begebenheit zu Stannern alle Aucksicht genommen wurde), die das Spiel oder den Einfluss der Elektrizität bei diesen Ereignissen nur einiger Wassen bewahren konnten. Dagegen bin ich mit diesen beiden scharfsinnigen Physikern vollkommen einwerstanden, wenn sie behaupten, die Ninde der Meteor-Steine sei das Produkt eines Prozesse, das mit keinem Produkte der uns bekannten natürlichen und künstlichen Schmelz-Prozesse

(wenn jener Rinde bildende ja in die Reihe folder zu stellen sein sollte) einige Ühnlichkeit habe, weshalb wir unf auch zur Zeit keinen richtigen Begriff von ihrer Bildung machen können.

# 7 Siebente Tafel.

Die Abbildungen auf dieser Tafel haben die Darstellung und Versinnlichung der inneren Beschaffenheit der Steinmasse einiger, der in dieser Beziehung ausgezeichnetsten Meteor-Steine, des Aggregats-Justandes derselben und ihrer wesentlichsten Gemengteiste zum Zwecke, und in Hinsicht dieser letzteren insbesondere, die Darstellung des allgemeinsten, ausfallendsten und sehr wesentlichen, nämlich des mehr oder weniger kugelichten, porphyrartig in der übrigen Steinmasse erscheinenden, erdigen Gemengteiles, und zwar in den verschiedenen Graden seiner Ausbildung, die von einer kaum erkennbaren Ausscheidung bis zu dessen ausgesprochenstem Zustande — als olivinartige Substanz im sibirischen Eisen — Übergänge nachweisen lassen, und deren sich oft mehrere, nicht nur in verschiedenen Steinen eines und desselben Niedersalles, sondern selbst in einem und demselben Bruchstücke, beisammen finden.

\* \* \* \* \*

Alle bisher bekannten, eigentlichen Meteor-Steine, sind gemengte Massen, und alle authoptisch mir davon bekannten 34,52 nach

<sup>51</sup>Um eine beutliche Ansicht von dem so sehr verschiedenen Aggregats Auftande der Steinmasse sowohl, als insbesondere von dem so sehr abweichenden, wechselseitigen, quantitativen Verhältnisse der Gemengteile, und von deren mannigsaltigen Beschaffenheit und Zustand zu gewinnen, ist es durchauf notwendig, an jedem Meteor Steine oder an einem Bruchstücke von demselben, eine Bruchstäche schleifen und polieren zu lassen; doch muss dieses mit der Vorsicht geschehen, dass bei der Behandlung so wenig Feuchtigkeit und so wenig Schmirgel, oder sonstiges Schleifs oder Polier Pulver, als nur immer möglich, angewendet, letzeres auff vollkommenste sogleich weggewaschen, und das Stück dann schnell und gut getrochnet werde, um das eigentümliche Ansehen nicht durch eine fremdartige Substanz, oder durch beförderte Orydation des enthaltenen Eisens, mehr oder minder verunstaltet zu erhalten.

<sup>52</sup> Namentlich Bruchstücke von Steinen von den Vorfällen bei Ensisheim, Verona, Tabor, Laponaf (Vresse), Lucé, Mauertirchen, Sigena, Eichstädt, Charfow, Varbotan, Siena, York, Salés, Venares, L'Aigle, Apt, Eggenfeld, Glasgow, Doroninst, Alais, Timochin, Weston, Parma, Stannern, Lissa, Tipperary, Charsonville, Verlanguillas, Toulouse, Erzleben, Chantonnay, Limerick, Agen und Chassigny (Langres), als von welchen auch ähnliche Velege sich notorisch im Vesitse öffentlicher Sammlungen oder bekannter Privat-Eigentümer befinden. Es sollten und werden wohl auch von noch mehreren Vorfällen neuerer Zeit, vielleicht von 20 bis 30 außer obigen,

Zeit und Ort des Niederfallens verschiedene, nur mit Ausnahme iener von Alais, Errleben, Chassigny (Langres), und zum Teil iener von Chantonnan, welche ein ganz eigentümliches Ansesehen, selbst im Ganzen<sup>53</sup> haben, und beziehungsweise auch der von Stannern, lassen viererlei Gemengteile, selbst dem freien Auge, und gewöhnlich sehr deutlich ausgesprochen, erkennen.

Zwei dieser Gemengteile sind erdiger, zwei davon metallischer Natur.

Der eine erdige Gemengteil hat ein mehr oder weniger mattef, mageref, und, nach der verschiedenen Feinheit und Gleichförmigkeit des Korns — das vom groben bis zum äußerst feinen, dem undes wassneten Auge kaum unterscheidbaren, abweicht — und nach dem mehr oder minder dichten und festen Kohäsions-Austande — der vom leicht zerreiblichen bis zum schwer zersprengbaren und Funkens geben geht — und insofern derselbe nicht — was jedoch selten und nur stellenweise der Fall ist — eine besondere, faserige, spätige oder blätterige Textur zeigt, ein mehr oder minder raues, sandssseinartiges Ansehen, und eine lichter oder dunkler aschgraue, selten ins Weiße oder Gelbliche, meistens ins Bläuliche ziehende Farbe.

derlei Belege vorhanden sein und sich in den Händen von Privat-Besitzern befinden, die aber leider nicht verläfslich bekannt sind.

<sup>53</sup>Ein Ansehen, wodurch sie sich nicht nur unter sich, sondern auch von allen übrigen bisher bekannten Meteor-Steinen so sehr unterscheiden, dass man sie wohl nicht leicht für solche erkennen möchte, wenn nicht einerseits ihre satissich erwiesene Herkunft und die Haupt-Resultate der chemischen Analyse, und andererseits selbst einige, wenn gleich nur einseitige, und oft nur in Übergängen nachweisbare, orpktognostische Verwandsschaft hinsichtlich einzelner Gemengteile, oder irgend einer Zustandsveränderung der Masse bei andern, unbezweiselbaren Meteor-Steinen, sür sie das Wort sprechen und gewisser Maßen Vürzsschaft leisten möchten. (So z. V. das stellenweise Vilzigs Faserige der Grundmasse der Steine von Eggenfeld, Mauerkirchen, Venares, Parma, Siena, und das zum Teil Unausgesprochene und Undeutliche des kugelichten Gemengteiles bei so vielen Meteor-Steinen, sür jene von Stannern; — die individuelle Beschaffenheit dieses lesteren Gemengteiles bei vielen andern Meteor-Steinen, und die Ähnlichseit darin mit der Hauptmasse jener von Chassigny, für diese; — die Ähnlichseit der Substanz der in vielen Meteor-Steinen vorkommenden Abern und Gänge, für die von Chantonnay, und zum Teil von Alais; — endlich die bei manchen Meteor-Steinen hie und da erscheinenden spatartigen, schillernden Stellen, für jenen von Erzleben.)

Ef kann dieser Gemengteil, rücksichtlich der übrigen, seiner Gleichförmigkeit wegen, und da er meistens mehr oder weniger, und oft sehr bedeutend über alle übrigen zusammen, oder doch über jeden derselben einzeln genommen, an Menge vorwaltet, als Haupts oder Grundmasse angesehen werden, und dies umso füglischer, als alle übrigen Gemengteile aus dieser Masse gebildet oder ausgeschieden worden, aus ihr entstanden oder hervor gegangen sein dürsten, als zu welchem Schlusse nicht nur die physiologischernsttognostischen, sondern insbesondere die physischemischen Untersuchungen, auf deren Resultate gehörigen Ortes hingedeutet werden wird, zu berechtigen scheinen.

Die Abweichungen dieser Grundmasse in obigen Eigenschaften, obgleich sie in den extremsten Gliedern sehr ausfallend sind, gehen durch Zwischenglieder so allmählich in einander über, dass zulest aller Abstand verschwindet; besonders merkwürdig aber ist, dass mehrere dieser Abweichungen, zumal in Dichtheit und Farbe, und zwar oft in einem sehr merklichen Grade, nicht selten bei Steinen von einem und demselben Ereignisse, ja selbst bei Bruchstücken eines und desselben Steines vorkommen, so dass sich solche, zumal wenn ähnliche Abweichungen hinsichtlich der übrigen Gemengteile, wo sie noch weit gewöhnlicher und ungleich mannigfaltiger sind, zugleich Statt sinden, oft mehr voneinander unter sich, als von Bruchstücken ganz anderer, nach Zeit und Ort des Niedersallens sehr verschiedener. Meteor Steine unterscheiden.

<sup>54</sup> Dieff ist 3. B. vorzüglich bei den Steinen von Chantonnau, L'Aigle, Barbotan, Weston, Charsonville, Agen, Lissa, und zum Teil selbst bei denen von Stannern der Fall, und manche Bruchstude eines einzelnen dieser Steine sind sich weit unähnlicher, als es oft Bruchstüde von Steinen von Sichstädt und Timochin, von Apt und Berlanguillas, von York, Glasgow und Toulouse, von Tipperary und Limerick, von Siena und Parma gegen einander sind, ja oft sind jene manchen von diesen mehr ähnlich, als sie es unter sich selbst sind.

Im Bruche gibt diese Masse nach dem verschiedenen Rohäsions Zustande — wenn dieser oder vielmehr der durch die übrigen Gemengteile vermittelte Aggregats Zustand nicht so locker ist, dass sie bröcklig oder sandsteinartig körnig zerfällt, was jedoch höchst selten der Fall ist — größere oder kleinere, unbestimmt eckige und ziemlich scharfkantige, und an den äußersten Kanten bisweilen selbst etwas durchscheinende Bruchstücke, und geschlissen nimmt sie nicht selten einen bedeutenden und andauernden Grad von Politur an.

Nach obigem Makstabe ist die Masse auch mehr oder weniger leicht, wenn ganz rein, meistens sehr leicht, zu Pulver zu stoßen, und zuletz zum feinsten Pulver zerreiblich.

Das gröbere Pulver unter dem Mikroskope betrachtet, zeigt, auch bei vollkommen erdigem Ansehen der Masse im Ganzen (wie bei den Steinen von Siena, Benares, Stannern), ein Gemenge von mehr oder weniger fristallinischen, durchscheinenden, zum Teil durchsichtigen, unbestimmt edigen, ziemlich scharffantigen Körnern, von fristallweißer, gelblicher, gelblichgrüner und grünlicher, in einander übergehenden Farben, meistens in größerer, und von halb fristallinischen, teils halb durchscheinenden, teils ganz undurchsichtis gen, grauen, blaus und rauchgrauen Partikelchen, gewöhnlich in geringerer Menge. Erstere scheinen in diese, diese in andere, meis stens doch nur in einem sehr geringen Verhältnisse, oft nur einzeln vorhandene, schwarze, glänzende kleine Massen überzugehen, die ein etwas schlackiges und der Rohlenblende ähnliches Ansehen haben. Gewöhnlich zeigt sich noch eine vierte Art von Massenteilchen in jenem Gemenge, obgleich meistens nur in sehr geringer Menge, bisweilen jedoch vorwaltend, als weiße oder grauliche, mehr erdige, undurchsichtige, oder doch nur schwach und teilweise durchscheinende, dem verwitterten Feldspate ähnliche Teilchen, welche, oft innig mit den Partikelchen der zweiten Art verbunden, in andere übergehen, die eigentlich nicht mehr der Hauptmasse anzugehören scheinen, und von welchen bei Gelegenheit des einen metallischen Gemengteiles der Steinmasse (des Gediegeneisens und der damit verbundenen Rostsslede) die Rede sein wird.

Die kleinen schwarzen Massen sind etwas schwerer zu Pulver zu stoßen, und lassen beim Zerreiben gewöhnlich ein kleines Metalleteilchen zurück, das sich auf dem Ambosse, obgleich etwas schwer, sletschen lässt, auch werden sie von der Magnetnadel angezogen; die grauen Partikelchen werden es nur in so ferne, als sie mit jenen oft innig verbunden sind; die kristallinischen durchsichtigen aber gar nicht.

Auf dieser Beschaffenheit<sup>55</sup> der Massenteilchen dieses einen, die Grundmasse der Meteor-Steine konstituierenden Gemengteiles, so wie aus jener, gleich zu beschreibenden des zweiten erdigen Gemengteiles, die sich bei manchen Meteor-Steinen noch weit deutlicher, und selbst im Ganzen schon, ohne mikroskopische Untersuchung der integrierenden Massenteilchen ausspricht (wie bei den Steinen von Errleben und Chassigny), und aus den offenbaren Übergängen beis der in einander, so wie aus den Resultaten der Analysen, <sup>56</sup> ergibt

<sup>55</sup> Obige Beschreibung ist das Resultat einer mühsamen, schon 1808 vorgenommenen, vergleichenden, mikrostopischen Betrachtung von zehn verschiedenen Meteor-Steinen, die mir damalf zu Gebote standen (namentlich des von Sichstädt; der von Sabor, Barbotan und L'Aigle; von Ensishem und Liss; und der von Stena, Mauerkirchen, Benares und Stannern), welches wohl als allgemein geltend angesehen werden kann (da ich in dieser Zwischenzeit keine Muße fand, diese Untersuchungen weiter forduseben), indem es aus der Bergleichung von so vielen, in den wesentlichen Beziehungen so sehr voneinander abweichenden Steinen, die nach meiner Ansicht vier Übergangesreihen in der Steppschaft bilden, abgezogen ist.

<sup>56</sup>Abgesehen von den metallischen Gemengteilen, stimmt bekanntlich nicht nur das qualitative, sondern selbst das quantitative Verhältnis der chemischen Bestandteile der Steinmasse der meisten bisher bekannten Meteor-Steine

sich nicht nur die nahe Verwandtschaft, oder vielmehr die Identität beider, sondern auch die wahre Natur der Steinmasse im Ganzen, als Olivin in verschiedenen Graden von Ausbildung und Chasrakterisierung, wofür sie bereits auch Hausmann und Stromener erkannt und ausgesprochen haben.

Der zweite erdige Gemengteil der Steinmasse hat teils ein mattes, von der Grundmasse zum Teil oft nur wenig verschiedenes, mageres, meistens aber doch glatteres, dichteres Ansehen, und unterscheidet sich von derselben gewöhnlich mehr oder weniger, obgleich oft nur allmählich und übergehend, durch ein weit seineres gleichsförmigeres Korn, größere Festigkeit und Härte, die vom Wackersfeuerschlagen und Glasriken nur bis zum Leichkersprengbaren hersabssinkt, und durch eine dichtere Textur, die bis ins Spätige und Kristallinische geht, und mit welcher der Glanz, ein Mittel zwischen Fetts und Glasglanz, zunimmt, und die Undurchsichtigkeit bis ins Durchscheinende, und selbst ins Durchsichtige übergeht.

Die Farbe geht auf dem verschiedenen Grau der Grundmasse, mit der sie inzwischen oft ganz gleich, nur meistens etwas lichter oder

ziemlich genau mit jenem des terrestrischen Olivins zusammen. Kieselerde ist ebenso wie bei diesem der vorwaltendste Bestandreil, der in der Regel wohl nur zwischen 30 und 50 Perzent abweicht, und Talkerde ist höchst wahrscheinlich ein ebenso beständiger, nur im quantitativen Berhältnisse etwas mehr, zwischen 2, im Allgemeinen doch wohl nur zwischen 10 und 30 Perzent variierender Bestandreil. Der sehr undeständig scheinende Gehalt an Alaun und Kalkerde (im Allgemeinen von 1 bis 3 Perzent — mit Ausnahme der Steine von Stannern, wo er auf Rechnung ienes an Talkerde eingetreten zu sein scheint —) ist doch viel zu gering, als dass er für entscheidend und für etwas mehr geltend gemacht werden könnte, als höchstens vielleicht für eine Annäherung an ein anderes, mit dem Olivin geognossisch verwandtes Fossil, nämlich den Augit.

Obgleich ferner der eine als Grundmasse angenommene Gemengteil nur höcht selten, selbst kaum en grof, ganz rein und für sich (nach oben beschriebener Beschaffenheit der Massenteilchen aber auf keine Beise vollkommen abgeschieden) chemisch untersucht werden kann; so fand sich doch, wo dieses einiger Massen möglich war (wie bei den Steinen von Benares durch Howard und Bournon), ein höchst unbedeutender Unterschied selbst im quantitativen Berhältnisse der Bestandteile zwischen diesem und dem andern, doch sehr ausgeschiedenen, und schon mehr als Olivin ausgesprochenen Gemengteil, nämlich in diesem nur um 2 Perzent Rieselerde mehr, und 3 Perzent Talkerde weniger als in der Grundmasse.

Von dem Verhältnisse dieses olivinartigen Gemengteiles in den Meteor-Steinen zur olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen — und von jenem dieser zum terrestrischen Fossil dieses Namens, wird gleich bei Beschreibung des ersteren die Nede sein.

dunkler ist, ohne merklicher Abhängigkeit von, und ohne regelmäßisge Übereinstimmung mit obigen Eigenschaften, unter vielen und allmählichen Abstufungen (Nuances) von Höhe und Tiefe, licht und dunkel, und in sehr mannigfaltigen, ebenso allmählich in einsander übergehenden Modifikationen (Teintes) der Hauptfarben, auf dem Gelblichen oder Graulichen, einerseits, obgleich seltener, ins Wachs und Honiggelbe, andererseits und am gewöhnlichsten ins Lauchs, seltener ins Spargels und Piskaziens, am häufigsten ins Olivens und Öls, bis ins SchwärzlichsGrüne, und aus dem BläulichsGrauen ins Perls und SchiefersGraues und ins Lavendels bis ins SchwärzlichsBlaue.

Es zeigt sich dieser Gemengteil bald mehr, bald weniger aus geschieden, schärfer oder schwächer begrenzt, und nach Verhältnis obiger Eigenschaften, zumal nach den verschiedenen Graden seiner Dichtheit und der Intensität und Veschaffenheit der Farbe, mehr oder weniger ausgesprochen und von der Grundmasse ausgezeichnet, bisweilen aber auch kaum erkennbar von derselben geschieden, aus ihr oder in sie gleichsam übergehend, mehr oder minder häusig, in Massen von sehr verschiedener Größe und Gestalt, und höchst ungleichsörmig in der Grundmasse verteilt.

Bei weitem am gewöhnlichsten ist das quantitative Verhältnis dieses Gemengteils zur Grundmasse nur gering, nur höchst selten nähert sich dasselbe der Hälfte, gewöhnlich beträgt es zwischen  $\frac{1}{5}$  bis  $\frac{1}{10}$  von der Gesamtmasse, oft aber auch noch weit weniger, und nicht selten findet sich dieser Gemengteil nur in einzelnen, wenigen, sehr zerstreuten Wassen, scheint aber, wenn gleich oft sehr undeutlich

ausgesprochen, nie ganz zu fehlen<sup>57</sup>; dagegen scheint er bisweilen, obgleich nur höchst selten, entweder ganz innig mit der Grundmasse gemengt zu sein, oder dieselbe beinahe ganz zu vertreten, und ausschließlich ganze einzelne Steine eines und desselben Meteors, und selbst ganze Meteor-Massen zu bilden.<sup>58</sup>

Selten sind diese Massen bedeutend groß, und ebenso selten ganz unförmlich oder vieleckig gestaltet; gewöhnlich, zumal bei höheren Graden von Dichtheit und bedeutender Intensität von Farbe, sind sie nur klein, höchstens von einigen Linien im größten Durchmesser, und dann meistens ziemlich spikeckig und scharfkantig, ungleichseitig dreieckig, rhomboidal und trapezoidal, oder scharf gerandet und oval, oder mehr oder weniger zugerundet; am häusigsten aber und zwar, obgleich gerade nicht immer im Verhältnisse mit der Dichtheit und Farbe, doch stets bei den höchsten Graden derselben, und vorzugsweise bei den grünen Farben. Tinten, sehr und selbst äußerst klein, und vollkommen zirkelrund.

Im letteren Falle, zumal wenn der Kohäsions-Justand der

<sup>57</sup> So finden sich z. B. in der lodern, leicht zerreiblichen Meteor-Masse von Alais rundlichte Körner von beträchtlicher Dichtheit und härte eingemengt.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Wie dies bei den merkwürdigen Steinen von Errleben und Chassignn der Fall ist, die sich eben dadurch von allen bisher bekannten Meteor Steinen so sehr unterscheiden, dass außer den zart eingesprengten Metallteilchen in bem einen, ersteren, auch gar keine Ahnlichkeit mit irgend einem andern bekannten Meteor. Steine nachzuweisen ware, wenn nicht doch hie und da in einem oder dem andern die aufgezeichnete Maffe jener Steine, auf der ihr Ganzes besteht, wenigstens als einzelner Gemengteil erschiene. Und so auffallend demnach, sowohl nach den Refultaten der von mir neuerlichst vorgenommenen mitrostopischen Untersuchung der Massenteilchen, als noch mehr nach jenen der chemischen Analyse der Steinmasse beider (nach Klaproth und Stromener von dem einen, nach Bauquelin vom andern) einerseits die Ähnlichkeit im Besentlichen der Beschaffenheit und des Gehaltes mit allen übrigen Meteor Steinen ist; noch umso mehr auffallend ist wohl andererseits nach benselben die ganz besondere Übereinstimmung hierin gerade zwischen diesen beiden Steinen, da sie doch unter sich, nach allen äußern und physischen Merkmahlen (das spezifische Gewicht allein ausgenommen, welches bei beiden ziemlich gleich ist, = 3,600 nach Rlaproth bei jenem von Erzleben, und = 3,550 nach eigener Biegung, bei jenem von Chaffigny, obgleich dieser keine Spur weder von Gediegeneisen, noch von Rief oder Schwefeleisen zeigt, die beide in jenem häufig vorhanden sind), beinahe noch mehr als von allen andern Meteor Steinen abweichen. (Inzwischen gerade nicht mehr alf ihre beiberfeitige Maffe zu tun pflegt, wenn fie alf isolierter Gemengteil, einzeln ober vereint, in einem andern Meteor-Steine vorkommt.)

Grundmasse an und für sich nicht sehr bedeutend ist, ist der Aggregats-Zustand zwischen diesem Gemengteil und jener so locker, dass diese Massen, umso mehr, wenn sie vollkommen kugelicht sind, beim Zerbrechen oder Zerschlagen des Steines (wo sie sonst, bei minder vollkommener Ausscheidung und festerem Zusammenhalte der Steinmasse, mitbrechen oder halbkugelicht über die Bruchfläche vorragend, sizen bleiben) teils von selbst auf der Grundmasse berauffallen, teils mit leichter Mühe auf derselben berauf gebrochen werden können, und dann, ihrem Volum und ihrer Form entsprechende Gruben (runde Zellen, wie der Olivin im sibiris schen Eisen), deren Boden und Wände verdichtet, und gleichsam abgeglättet sind, und wahren Absonderungsstellen gleichen, zurück lassen, so dass es wirklich das Ansehen hat, als wären diese Rugeln in die übrige Masse eingeknetet worden. 59 Die Rugeln selbst sind in diesem Zustande meistens vollkommen sphärisch, und haben eine mehr oder weniger dunkle, grünlich oder bräunlich-graue Farbe, einen schwachen, etwas fettigen, meistens nur schimmernden Glanz, und eine sehr glatte Oberfläche, indes sie sonst, auf niederer Stufe von Ausbildung und Ausscheidung, wenn sie auch auf der Grundmasse hervorragen, mehr uneben und gleich dieser gefärbt, ganz matt und rau sind, indem sie von Massenteilchen derselben, die innig mit ihrer Oberfläche zusammen hangen, bedeckt erscheinen. Rach den verschiedenen, sehr mannigfaltigen und sehr abweichen-

<sup>59</sup>Ich kann nicht umbin, hier auf eine ganz ähnliche Bildung und Absonderung, gleichzeitig entstandener und gleichartiger, oder doch nur wenig veränderter Massen terrestrischer Fossilien hinzuweisen, nämlich auf jene, in dieser Beziehung höchst merkwürdigen, kugelichten Basalte, Thon- und Klingstein-Porphyre, welche, zumal letztere, im Innern ihrer Grundmasse ähnliche, oft vollkommen sphärische Kugeln, von 4 bis 5 Boll in Durchmesser, von vollkommen homogener Natur, nur etwas in der Farbe verändert, und von größerer Dichtheit und Feinheit im Korne als die Hauptmasse, eben so sest eingeschlossen, oder mehr oder weniger scharf abgesondert, und nicht selten eben es vollkommen ausgeschieden und lose, mit geglätteter Oberstäche und verdichteten Wänden der Gruben, eingeschlossen enthalten.

den Graden von Dichtheit und Festigkeit, sind die Massen dieses Gemengteiles, mehr oder weniger, leicht zersprengbar, aber nie zerreiblich, im Gegenteile nicht selten ziemlich schwer zersprengbar, und in dem Maße, als dieselben dadurch und durch die übrigen Eigenschaften von der Beschaffenheit der Grundmasse sich unterscheiden, und vollkommen ausgeschieden erscheinen, zeigt sich der Bruch, der im unvollkommensten Zustande noch rau und erdig, doch immer dichter ist als jener der Grundmasse, immer seiner, dichter, ebener, glatter, und geht endlich in einen vollkommen dichten, flachmuschlichen über. Sie zerspringen nach allen Richtungen (und erscheinen auch so von selbst, oft in viele kleine Stücke, zersprungen auf geschliffenen Flächen) in unbestimmt eckige, ziemlich scharffantige, meistens ganz undurchsichtige, nicht selten aber auch mehr oder weniger an den Kanten durchscheinende, bisweilen ganz durchscheinende, und, obgleich nur selten und einzeln, selbst ganz durchsichtige Bruchstücke, von einem schwachen, etwas fettigen Glanze, der sich mit zunehmender Durchscheinenheit, zumal bei lichtern, grünlichen und gelblichen Farben, immer mehr und mehr dem Glasalanze nähert; und in diesem Zustande geben dergleichen Bruchstücke nicht nur ziemlich leicht Funken am Stahle, sondern rizen auch etwas das gemeine Glas.60

Nach den verschiedenen Graden von Zersprengbarkeit lassen sich

<sup>60</sup> Ef wollen Manche an Massen dieses Gemengteiles in Meteor-Steinen — so wie an der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen — (wovon seines Ortes die Nede sein wird) wo nicht eine vollkommene und ausgesprochene Kristall-Form, doch wenigstens einzelne, wahre Kristallisation-Flächen beobachtet haben. (So Calmelet und Gillet de Laumont, eine prismatische Form mit rhombotdaler Grundlage, die sogar ganz mit einer Abänderung aus der Kristalli-Suite des Augits (Pyrorene H.) übereinstimmen soll, in einem Steine von Chassingny; so Chladni etwas Kristallähnliches, als ein regelmäßiges Parallelogramm, in einem Steine von Siena, und Kristallisation-Flächen an einer bedeutend großen Masse dieses Gemengteiles in seinem Bruchstücksen vom Steine von Eggenseld.) Ich habe mich von der Gründlichkeit dieser Angaben noch nicht vollkommen überzeugen können, und was ich zur Zeit von solchen angeblichen Kristall-Formen und angenommenen Kristallisation-Flächen (namentlich beim sibirischen Eisen) gesehen habe, kann ich vor der Hand bloß als Absonderungsstächen erkennen.

die Massen dieses Gemengteiles auch mehr oder weniger leicht, nie aber so leicht wie die Grundmasse, im Gegenteile meistens schwer, und gewöhnlich sehr schwer, oft nur auf einem Ambosse, zu Pulver stoßen, und nur selten, und dann erst, wenn schon sehr verkleinert, vollends zerreiben. Die Massenteilchen erscheinen unter dem Mikrostope, nach der verschiedenen Beschaffenheit, die sie ursprünglich in ihrem Zusammenhange, in allen obigen vielseitigen Beziehungen, von Farbe, Durchscheinenheit u. s. w. zeigten, höchst mannigfals tig, doch zeigen sie, solcher Gestalt verkleinert und einzeln, immer lichtere und fast durchauf mehr ins Grünliche ziehende Farben, und mit diesen einen höheren Grad von Durchscheinenheit und scharfs fantigere Bruchflächen, alles aber im Großen in einem geringeren Grade als die oben beschriebenen Massenteilchen der Grundmasse, zumal als jene der mehr fristallinischen ersterer Art, von denen sie sich übrigens noch durch ein minder kriskallinisches Ansehen und durch einen mehr fettigen Glanz unterscheiden, übrigens aber, und zwar durch die halbkristallinischen Massenteilchen zweiter Art der Grundmasse, in dieselben überzugehen, oder auf denselben hervor gegangen zu sein scheinen. Sie zeigen übrigens, sowohl in diesem als im konkreten Zustande, eben so wenig als jene, wenn nicht durch zufällig eingemengte Metallteilchen vermittelt, die geringste Wirkung auf die Magnetnadel.

Alle obigen, so mannigfaltigen Verschiedenheiten im Ansehen, Verhalten und Vorkommen, so wie das so sehr abweichende quantitative Verhältnis dieses Gemengteiles, scheinen in keinem absoluten Wechselverhältnisse mit oder in einer direkten Abhängigkeit von der physischen Veschaffenheit der Grundmasse (von der Dichtheit,

Farbe u. s. w. derselben) zu stehen; wohl aber scheint das quantitative Verhältnis der entsernteren Bestandteile (zumal der Talkund Rieselerde) der Steinmasse im Ganzen, darauf einigen Einfluss zu haben<sup>61</sup>; das Meiste dürfte jedoch wohl von besonderen Zustandsveränderungen der Steinmasse im Ganzen abhängen. 62 Sehr merkwürdig aber ist, dass dieser Gemengteil, sollte er auch in einem noch so geringen Verhältnisse vorhanden sein, in einem und demselben Steine sich höchst selten, wenn je, durchaus von ganz einerlei Beschaffenheit findet, abgesehen selbst von Form und Größe; dass er im Gegenteile gewöhnlich, selbst in einem und dems selben Bruchstücke eines Steines, sollte dieses auch nur ein paar Zoll Dberfläche bieten, wenigstens in zwei oder drei, oft aber in noch mehreren, und nicht gar selten in einer ganzen Suite von Zustands veränderungen in allen oben angeführten Beziehungen erscheint: vom unvollkommensten, kaum von der Grundmasse unterscheidbaren Bustande, bis zum vollkommenst ausgebildeten, scharf geschiedenen, vollkommen glasartigen; und nicht minder merkwürdig ist es, dass er sich ebenso und oft in einzelnen Zustandsverschiedenheiten, ganz

<sup>61</sup> Bei allen Meteor Steinen, bei welchen dieser Gemengteil häustiger, auch wohl nur deutlicher ausgesprochen, oder in einem vollkommeneren Zustande vorsommt (wie bei jenen von Sichskädt, Tabor, Benares, Eggenseld), scheint (insofern auf alle Analysen in dieser Beziehung anzugehen ist) die Talkerde in einem größeren Verhältnisse = 17 bis 23 Perzent vorhanden zu sein. Am aussallendsten ist dies bei den Steinen von Erzleben und Chassigny, deren ganze Masse auf diesem Gemengteil, in einem ziemlich ausgesprochenen Zustande, besteht, und von welchen der Gehalt auf bedeutend (so von jenen von Apt mit 14, von Lissa mit 22, von Yorksbire mit 24?) angegeben, wo doch dieser Gemengteil en masse nur selten und schwach ausgesprochen erscheint. Allein hier mag es an der Unvollkommenheit der Ausschäung, und an der innigeren Verbindung der Massenteilchen liegen, welche letztere dieses auch (wenigstens bei den Steinen von Lissa) bewähren. Der sehr abweichende Gehalt diese Gemengteiles sowohl als überhaupt der ganzen Steinmasse, an Eisen, und wohl auch der veschieden Zustand, in welchem sich dasselbe in beiden besindet, durste vielleicht den wesentlichsten Einsluss aus die meisten Zustandsverschiedenheiten haben.

<sup>62</sup> Diess scheinen wohl jene in obiger Note berührten Fälle, wo die Ausscheidung und der Zustand dieses Gemengteiles dem quantitativen Verhältnisse der Bestandteile der Steinmasse nicht entspricht, und überhaupt die so mannigsaltigen Zustandsverschiedenheiten desselben, die oft weder mit dem Gehalte, noch mit der Veschassenheit der Steinmasse in irgendeinem Kausal-Verhältnisse steihen, insbesondere aber die Steine von Erzleben und Chassigny, zu bestätigen.

ausnehmend ähnlich, bei, nach Zeit und Ort des Niederfallens, sehr verschiedenen, übrigens im Ganzen oder in andern Beziehungen mehr oder minder sich ähnlichen, Steinen zeigt, und solcher Gestalt einerseits die Unterscheidung solcher, sich oft ganz ähnlicher Steine oder Bruchkücke verschiedener Abkunft — die sonst durch ihn, gerade der vielen Modifikationen wegen, in welchen er vorkommen kann, am leichtesten wäre — sehr schwer und unsicher macht; andererseits aber einen und oft ausschließlichen Anhaltspunkt zur Wiedererkennung und Nachweisung einer Analogie zwischen sonst gar sehr heterogen scheinenden Massen darbietet; so wie er denn auch die Homogenität der Materie, die Gleichförmigkeit des Bildungs Prozesses und die Allgemeinheit der Herkunft aller dieser Massen bewährt, und den vorzüglichsten Charafter der natürlichen Versippung derselben begründet. Und so wie einerseits diese mannigfaltigen Modifikationen und die unverkennbaren Übergänge derselben in eis nem und demselben Bruchstücke, so wie die Übereinstimmung darin in verschiedenen, der Grundmasse und allen Beziehungen nach oft sehr voneinander abweichenden Steinen, und das allmähliche, oft faum erkennbare Hervortreten dieses Gemengteiles aus der Grundmasse — die Homogenität desselben mit dieser bewähren, welche auch die Analyse bestätiget, 63 und auf eine bloße Zustandsverändes rung der Masse, durch welche diese Umbildung oder Ausscheidung in verschiedenen Graden bewirft wird, schließen lassen; so scheint wohl andererseits auch auf denselben, so wie aus der Suite der

<sup>63</sup> Wie bereits in einer früheren Rote gezeigt worden ist.

ornstognostischen Merkmahle, 64 und den Resultaten der physischen 65 und chemischen 66 Untersuchungen, die vollkommenste Identität die ses Gemengteiles, trok dessen anscheinender Verschiedenheit, nach den verschiedenen Graden seiner stusenweisen Ausbildung, nicht nur in allen eigentlichen Meteor Steinen, sondern auch mit der olivinarstigen Substanz 67 im sibirischen Eisen, hervor zu gehen, und man

66Insofern die Zustandsverschiedenheiten dieses Gemengteiles von dem Mischungsverhältnisse abhängen, insofern mag wohl auch diesel sehr mannigsaltig sein, inzwischen wich dasselbe nach Howards Analyse bei einer Masse ber Art auf einem Steine von Benares nur höchst unbedeutend von jenem ab, welches er bei Zerlegung der olivinartigen Substanz auf dem sibirischen Eisen erhielt, und zwar — wohl zu bemerken — selbst weniger, trok ber Berschiedenheit beider Massen im Außern, als das von Alaproth bei derselben Substanz gefundene von dem seinigen. (Howard erhielt nämlich auf dem kugelichten Gemengteile des Steines von Benares 50 Perzent Rieselund 15 Pergent Talferde, und auf der olivinartigen Substang def sibirischen Eisen 54 Pergent Riefels und 26 Perzent Zalferde: Rlaproth dagegen auf derselben Substanz von ersterer 41, von letterer aber 38 Verzent. Den Sauptunterschied macht der Behalt an Eisen, wovon Soward auf der kugelichten Masse 34 Perzent, auf letzterer nur 16, und Rlaproth 18 Verzent erhielt.) Und noch unbedeutender ist die Abweichung im Mischungsverhältnisse zwischen biefer und dem terrestrischen Olivin (in welchem die Rieselerde 50 bis 52, die Talkerde 37 bis 38, und das Eisen 10 bif 12 Perzent betragt); auffallend dagegen die nahe Ubereinstimmung darin zwischen allen drei Substanzen und ber Gefamtmasse der Steine von Errleben und Chassique, (Rlaproth erhielt aus ersterem — nebst etwas Rallund Alaunerde, Rickel, Mangan, Chrom und Schwefel —  $35\frac{1}{2}$  Perzent Riefels und  $26\frac{1}{2}$  Perzent Talferde und 31 Perzent regulinisches Eisen; Stromeyer auf demselben — nebst den gleichen Rebenbestandteilen und  $\frac{3}{4}$ Perzent Natrum —  $36\frac{1}{3}$  Perzent Riesele 23 $\frac{1}{2}$  Perzent Zalferde und 24 $\frac{1}{2}$  Perzent metallisches und 5 $\frac{1}{2}$  Perzent orydulirtef Eisen. Vauquelin fand im letteren — ohne Nebenbestandteile, außer 2 Perzent Chrom — 33 Perzent Riefel 32 Perzent Talkerde und 31 Perzent Eisenorgo.)

67 Schon Graf Bournon hat auf diese Joentität ausmerksam gemacht. Und so wie einzelne Massen dieses Gemengteiles in den Weteor Steinen Zustandsverschiedenheiten zeigen, die ganz vollkommen und in allen Beziehungen jenen der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen enthrechen — wobei bemerkensvert ist, dass solche oft in Steinen vorkommen, wo dieser Gemengteil im Allgemeinen gerade nicht am vollkommensten ausgesprochen ist (wie z. B. in jenen von Siena und Eggenseld, in welchen Bournon und Chladni auch vollkommen durchsichtige, glasartige, gelblich-grüne Massen besselben beobachteten) — ebenso finden sich bei dieser (wie an seinem Orte erwähnt werden wird) Zustandsverschiedenheiten und Übergänge, die sich in manche jenes Gemengteiles verlaussen. Nur ist das Verhältnis gerade entgegengeset, und Zustandsverschiedenheiten, die hier am häusigsten vorkommen, sind dort am seltensten, und umgekehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Gefüge, Festigkeit, Harte, Bruch, Bruchstude, Durchscheinenheit, Glanz, und vollends die Farbenreihe, die, wie vorzüglich die Massenteilchen zeigen, Grün immer zum Typus hat, welche den mannigfaltigen Zustandsverschiedenheiten und ihren allmählichen Übergangen entsprechen.

<sup>65</sup> Das spezifische Gewicht kann der Kleinheit der Massen wegen nicht wohl bestimmt werden, auch muss dasselbe nach den verschiedenen Zustandsveränderungen notwendig abweichen, und nach dem sehr abweichenden Gehalte an verlarvtem sowohl, als selbst an mechanisch eingemengtem metallischen Eisen (der dei diesem Gemengteile in den Meteor-Steinen gewöhnlich ungleich großer ist, als bei der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen (= 3,263 bis 3,3 nach Bournon) stimmt aber ganz genau mit jenem des terrestrischen Divins überein (= 3,225 nach Berner; 3,265 nach Klaproth). Die Schmelzbarkeit, die Graf Bournon mit einem Kügelchen aus einem Steine von Benares erprobte (wo dieser Gemengteil zwar besonders ausgeschieden, aber eben in keinem hohen Grade von Ausbildung vorkommt), ist ebenso schwer, wie die der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen und die des terrestrischen

kann demnach wohl ohne Anstand diesen Gemengteil, von welcher Beschassenheit er auch immer in den Meteor-Steinen erscheinen mag, insofern er nur in einer der ihm zukommenden Eigenschaften von der Grundmasse sich unterscheidet und erkennbar ausgeschieden erscheint (a potiori) mit gleichem Namen bezeichnen. 68

Hinsichtlich der Steinmasse im Ganzen modifiziert dieser Gesmengteil, nach seinem verschiedenen quantitativen Verhältnisse, nach dem Grade seiner Ausbildung, der Art seiner Ausscheidung und seisnes Zusammenhanges mit der Grundmasse, und nach seinen so mansnigsaltig abweichenden Eigenschaften, nicht nur oft den Kohäsionssund Aggregatssustand, sondern bestimmt auch damit und durch die Form und Vegrenzung seiner einzelnen Massen, das Gefüge und äußere Ansehen derselben, welches, wie sich am deutlichsten auf geschlissenen Flächen ausspricht, wo derselbe nach dem Grade seiner Dichtheit und Festigkeit eine bedeutende Politur annimmt, bald Granits oder Porphyrartig, bald Vereccies oder ganz vollkomsmen Mandelsteinartig, bald Marmorartig erscheint.

Von den beiden metallischen Gemengteilen erscheint der eine, und zwar auf frischen, rohen Bruchslächen der Steinmasse, mehr oder weniger häufig, und mehr oder minder deutlich ausgesprochen, dem Gesicht und Gefühl erkennbar, in Gestalt einzelner, hervorpragender, größerer oder kleinerer, mehr oder weniger rundlichter und glatter, oder eckiger, rauer Körner, oder ebenso beschaffener, gröberer oder feinerer Zacken, die zum Teil mit anklebenden erdippen Massenteilchen bedeckt, sest von der Masse eingeschlossen, innig

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Augelicht kann man ihn im Allgemeinen nicht wohl nennen, da er bei weitem nicht immer, kaum vorherrschend, in dieser Korm vorkommt.

<sup>69</sup> Aber nur beziehungsweise, der scheinbaren Einknetung wegen.

mit ihr verbunden und gleichsam verwachsen sind, und von mehr oder weniger licht eisen- oder stahlgrauer Farbe und metallischem, obgleich meistens nur schwachem Glanze.

Gerikt geben diese Körner oder Zacken die Geschmeidigkeit und Weichheit der Materie zu erkennen, und dabei einen stark glänzensten, lichtern, ins Silberweiße ziehenden Strich.

Mit Gewalt auf der Masse gebrochen, worin sie bei weitem größten Teils ohne Verbindung unter sich eingeschlossen, bisweilen aber doch durch seine Üste einiger Maßen mit einander verbunden (wie z. V. in den Steinen von Eichstädt, Timochin, Tabor) zu sein scheinen, lassen sie sich auf einem kleinen Amosse sehr leicht — obgleich nicht immer gleich, oder wenigstens nicht gleichsörmig leicht — 70, ohne zu reißen oder zu springen, zu den dünnsten Blättchen strecken, fletschen, deren meistens sehr gezackter Rand die ursprünglich uneben und zackig gewesene Oberfläche und Gestalt des Eisenteilchens bezeichnet. Ben diesem Fletschen springen nicht nur die sest angeklebt gewesenen erdigen Massenteilchen ab. 71 sondern

<sup>70</sup> Gewöhnlich blieb, zumal von jenen mitrostopischen, ganz eingehüllten Eisenkörnern, von welchen bei den Massenteilchen der Grundmasse die Rede war, ein kleiner Eindruck auf meinem stählernen Ambosse (ein Jngredienz von Dumotiezs Récessaire minéralogique) zurück. Wahrscheinlich rührt diese partielle Sprödigkeit und Härte (die übrigens allem Meteor-Eisen, auch in den derbsten Massen, auf demselben Grunde — wie seines Ortes gezeigt werden wird — eigen ist von mikroskopisch beis oder eingemengtem Schweseleisen der (welche Vermutung dier, so wie dort, wo sie noch durch überzeugendere Grund unterstüßt werden kann, die etwas schwerere, wenigstenst ungleichsörmig leichte, Schwiedbarkeit, und die etwas schwesselbarkeit, so wie die Entwicklung von Schwesel-Wasserstoffgas bei der Auflösung diese Eisens in Säuren, bestätigen). Vielleicht zum Teil auch von dessen Orpdation oder Verdindung mit Chrom; denn die Verbindung mit Nickel scheint demselben vielmehr den höheren Grad von Weichheit, Zähigkeit und Dehnbarkeit zu geben, worin derbe Massen is des Schweselseneisen, immer sehr viel Schweselstie seiten Analysen dem, mittelst des Massents ausgezogenen, Gediegeneisen, immer sehr viel Schweselstie seiten analysen dem, mittelst des Massents ausgezogenen, Gediegeneisen, immer sehr viel Schweselsties seiten analysen dem, mittelst des Massents ausgezogenen, Gediegeneisen, immer sehr viel Schweselsties sehr

<sup>71</sup> Diese scheinen oft mehr bloß oberflächlich anzukleben, und aus Vaquelins und Klaproths Veschreibung ihres Versahrens bei den von ihnen vorgenommenen Analysen (indem sie gewöhnlich bei der Auflösung des aus der gepulverten Meteor Steinmasse mit dem Magnete ausgezogenen, und sorgfältig von allen erdigen Teilchen gereinigten Eisens, noch 10 bis 20 Perzent erdige Veskandteile erhielten, und wie ersterer bei dem Steine von Charsonville ausdrücklich bemerkt, es sehr schwer hält, das Gediegeneisen ganz von der Talkerde zu reinigen), und vollends auf Laugiers neuester Zerlegung des sibirischen Eisens (nach welcher dieses, von allen erdigen Teilchen mechanisch vollkommen gereiniget, 16 Perzent Kiesel und 15 Perzent Talkerde enthalten soll), scheint hervor zu gehen,

ef zeigt sich gewöhnlich auch ein schwarzes Pulver, das mehr oder weniger dem Magnete folgt. (Höchst wahrscheinlich Eisen-Orndul oder Schweseleisen, welches letztere, wie seines Ortes gezeigt werden wird, nicht nur dem sibirischen, sondern selbst den dichtesten und derbsten Meteor-Eisenmassen häusig eingemengt ist.) Es zeigen sich übrigens sene Körner, Zacken und gesletschten Blättchen sehr wirtsam (doch wie mir däucht gefunden zu haben, zetwas schwächer als gewöhnliches weiches Eisen und selbst als derbes Meteor-Eisen) auf die Magnetnadel, und bewähren sich durch alle diese Eigenschaften, so wie durch die Resultate der Analyse, als regulinisches Eisen.

Das spezifische Gewicht dieses Eisens ist bedeutend geringer als jenes vom Rohe und Stabeisen sowohl, als insbesondere vom derben

das die erdigen Bestandteile als Metalle oder Metalloide mit dem metallischen Sisen in irgend einem Verhältnisse chemisch verbunden sind. Sine Mutmaßung, die durch das auffallend geringe spezifische Gewicht, durch die, wie scheint, schwächere Wirkung auf den Magnet, und durch die Grunde, welche Klaproth bestimmt haben, alles in den Meteor-Steinen vorsommende Metall als regulinisch anzunehmen, wovon in der Folge die Nede sein wird, noch mehr Gewicht erhalt. Vekanntlich erhielt auch Daniell bei Untersuchung des Gusseisens, und Verzeltus bei der Analyse eines gemeinen Schweselsteises, Kieselerde (Silicium).

<sup>72</sup>Jd will dief vor der Hand noch nicht alf ausgemacht behaupten, bis ich im Stande bin, durch genauere Versuche, die eine eigene Vorrichtung notwendig machen, die Veobachtung zu bewahren.

<sup>73</sup> Und zwar stets mit Nickel legiert, so dass diese Berbindung als charafteristisch für alles Meteor-Eisen im requlinischen Zustande angenommen wird, und es daher sehr befremdend wäre, wenn die Steine von Agen, nach Bauquelin, da fie doch fichtlich bedeutend viel Gediegeneisen führen, keine Spur von jenem Metalle enthielten. Rach den neuesten, zum Teil absichtlich in dieser Beziehung vorgenommenen Analysen Stromeyers, scheint das Mischungsverhältnif Dieser Metall in den verschiedenen Meteor Steinen und Eisenmassen ziemlich gleichförmig, nämlich in ersteren von 7 bis 10, in letteren zwischen 10 und 11 Perzent des Ridels zum Eisen, und im Allgemeinen jenef des Ridelf bedeutend höher zu sein, alf ef bisher von den meisten Analytikern angegeben wurde. (So hatte Rlaproth in der Total-Masse des Steines von Ergleben nur  $\frac{1}{4}$  Perzent Ridel gefunden, indes Stromener  $1\frac{1}{2}$ Perzent fand, und ersterer in der Masse eines Steines von Timochin, bei einem, selbst ausgewiesenen, Behalte von 17½ Gran regulinisch vorhanden gewesenen Eisens, kaum ½ Perzent; so fand derselbe im sibirischen Eisen nur  $1\frac{1}{2}$ , im megifanischen  $3\frac{1}{4}$ , im Elbogner  $2\frac{1}{2}$ , im Agramer  $3\frac{1}{2}$  Perzent Rickel. Howard, Bauquelin und R. A. Scherer geben bei den von ihnen vorgenommenen Analysen bochft ungleichformige, zum Teil viel zu groß, jum Teil viel zu gering icheinende Berhältniffe von diesem Metalle an.) Daff, wie Stromever meint, Rickel mit Eifen, alf Drid, auch in den erdigen Gemengteilen chemisch enthalten sei, ist deshalb, im Allgemeinen wenigstens unwahrscheinlich, weil Bauquelin in den Steinen von Chaffigny, und Moser und Klaproth in jenen von Stannern durchauf feine Spur davon auffinden konnten, jene aber, welche Lauquelin in letteren bemerkte, wohl in dem vorhandenen Schwefeleisen, und der Gehalt, den Howard davon in den abgesondert zerlegten erdigen Gemengteilen ber Steine von Benares fand, ohne Zweifel in den mikrostopisch eingemengten Gediegeneisen- und Riesteilchen enthalten gewesen sein dürfte.

Meteor-Eisen. 74 Graf Bournon fand es bei jenem aus einem Steine von Tabor = 6,146, und ich bei einem großen Korne und einem Blättchen auf einem Steine von L'Aigle zwischen 6,00 und 6,60.

Auf geschlissenen und polierten Flächen erscheint dieser Gemengsteil noch ungleich deutlicher, da durch Schnitt und Politur die kleinsten Metallteilchen rein und spiegelicht glänzend zur Ansicht kommen. Er zeigt sich hier nun erst in seiner wahren Menge, 75 die gewöhnlich nicht gering ist, so dass er nach einer beiläusigen, obers slächlichen Abschäung bisweilen  $\frac{1}{3}$  oder  $\frac{1}{5}$ , d. i. 0,20 bis 0,30 (wie z. B. in den Steinen von Eichstädt, Timochin, Tabor, Charsonsville zc.) der ganzen Masse beträgt, meistens aber doch nur den zehnten oder zwanzigsten Teil des Ganzen ausmachen möchte, d. i. 0,10 bis 0,05 (wie in den Steinen von L'Aigle, Lissa zc.), und oft auch in äußerst geringer Menge, so dass er kaum  $\frac{1}{50}$  der Masse beträgt, = 0,02 (wie in den Steinen von Mauerkirchen, Siena, Benares zc.), sa selbst noch weniger (wie in den Steinen von Parma, Eggenseld), zulest ganz und gar sehlt (wie in den Steinen von Chassiany und Stannern).

<sup>74</sup> Von ersteren kann man im Durchschnitt wohl 7,2 bis 7,7 annehmen, von letzteren fand ich dasselbe, und namentlich vom merikanischen, kroatischen, böhmischen, ungarischen und peruanischen Eisen zwischen 7,600 und 7,830. Söchst merkwürdig ist, dass jenes vom sibirischen Eisen gleichsam das Mittel zwischen letzteren und jenem des Eisens aus Weteor-Steinen halt; ich fand dasselbe = 7,540, nur etwas geringer als Karsten, der es mit 7,573, wie es auch Werner und Hausmann annahm, angibt. Graf Vournon gibt es mit 6,487 an, diesem mochte aber wohl eine Frrung zum Grunde liegen.

<sup>75</sup>Ef ist sehr zu beklagen, dass die Analytiker bisher so wenig Nücksicht auf den Gehalt der Meteor-Steine an mechanisch eingemengtem Gediegeneisen genommen, und denselben gewöhnlich nur im Ganzen, bald, wie Vauquelin alles als Dryd, wie es auf der ganzen Wasse durch die Operation erhalten wurde, bald, wie Klaproth alles als regulinisch, nach Kalkül, angegeben haben; so dass man weder von dem Zustande, in welchem sich das Eisen in der Steinmasse befand, ob ganz rein und gediegen, oder mehr oder weniger mit Schwefel vererzt, als Kies oder Schwefeleisen, oder mehr oder weniger wit Orygen verbunden, als Oryd oder Orydul, noch weniger von den gegenseitigen quantitativen Verhältnissen etwas ersahrt, wie dies bis seinahe nur aus Stromeyers musterhaften, leider nur wenigen Analysen, zu ersehen ist. Es wäre zu wünschen, dass sie jedes Mahl das mechanisch eingemengte Gediegeneisen, so genau und rein wie möglich, aus der sein gepulverten Steinmasse von bestimmtem Gewichte mittelst einer Wagnetnadel aussiehen, und dieses sieh angeben und untersuchen möchten.

<sup>76</sup> Hinsichtlich des merkwürdigen Wechselverhältnisses, welches zwischen dem Gehalte der Meteor-Steine an solcher

Es zeigt sich derselbe hier teils, zumal wenn häufig vorhans den — und in diesem Falle meistens ziemlich gleichförmig verteilt — in zarten, äußerst feinen, zum Teil mikroskopischen Punkten (den Ausgängen senkrecht gegen die Oberfläche stehender Zacken), teils in größeren oder kleineren, stärkeren oder schwächeren, mehr oder weniger zahnigen oder zackigen, und klein- und feinästigen, gebogenen, winkeligen Adern, Linien und Fleden (den Durchschnits ten mehr oder weniger horizontal gegen die Oberfläche liegender Zacken), die bisweilen durch zarte Zweige, mehr oder minder vollfommen, einzeln wenigstens, mit einander verbunden sind<sup>77</sup>; teils — obgleich seltener, und meistens nur, wo der Gehalt im Ganzen geringe — in einzelnen beträchtlich großen, rundlichten, ovalen, feilförmigen, mehr oder weniger dreiedigen, gewöhnlich scharf begrenzten, und gar nicht zackigen Flecken von einigen Linien im Durchmesser (den Durchschnitten von größeren, gewöhnlich so gestalteten, und meistens platt gedrückten Körnern oder Massen, in welchen sich dieser Gemengteil, bisweilen von Erbsen- bis Haselnuss-Größe, und von 20 bis 30 und mehr Gran am Gewichte — wie in den Steinen von Ensisheim, L'Aigle, Barbotan, Salés zc. eingemengt findet.<sup>78</sup>

Auf bloß geschnittenen, rohen, noch unpolierten Flächen zeigt

Gestalt mechanisch eingemengtem — ganz ausgeschiedenem — regulinischen Eisen und jenem an Eisen in mehr oder weniger geschwefeltem und orvdierten Zustande zu bestehen, und der ganz besonderen Berbindung, in welcher ersteres (?) mit den erdigen Bestandteilen der Steinmasse verbunden, vollkommen verlarvt, vorzukommen scheint, verweise ich auf die Bemerkungen bei der Abhandlung der übrigen Gemengteile (des Schweseleisens und des Eisenorphes).

<sup>77</sup>Ein, obgleich nur noch höchst unvollkommener und sehr unterbrochener Zusammenhang, der aber doch schon einige Ühnlichkeit mit dem Eisengerippe der sibirischen, zumal der sächsischen und jener angeblich auf Norwegen stammenden Eisenmasse zeigt.

<sup>78</sup> Auf solche, oft ganz im Innern der Steinmasse verborgen liegende, größere Eisenmassen, und überhaupt auf das mechanisch eingemengte Gediegeneisen, wenn es im Ganzen nicht sehr häufig vorhanden ist, indem dasselbe sonst sehr ungleichmäßig verteilt zu sein pflegt, muss bei Westimmung des spezifischen Gewichtes, so wie bei der Analyse eines Bruchstückes, besondere Rücksicht genommen werden.

sich die Farbe dieser Eisenteilchen — die hier ihre Weichheit und Geschmeidigkeit durch Erhabenheit und durch Streifung ihrer Oberssläche (welche das nicht ganz gleichförmig vorrückende, schneidende Instrument, Nad oder Säge, bewirkte) bewähren, und bisweilen gekörnt, körnig angehäuft, fast wie geträuft erscheinen — mehr oder weniger licht eisens stahls oder zinkgrau, und der Glanz, rein metallisch zwar, aber etwas schwach; auf polierten Flächen dagegen zieht sich erstere mehr oder weniger ins Silberweiße, und letzterer wird sehr stark und spiegelnd.

Diese Eisenteilchen kommen übrigens in beiden erdigen Gemengsteilen eingestreut vor, in dem olivinartigen doch offenbar ungleich weniger und zarter, und, wie es beinahe scheint (namentlich bei den Steinen von Charsonville, Apt, Toulouse), um so sparsamer, je unvollkommener derselbe ausgesprochen, und je mehr ähnlich er noch der Grundmasse ist<sup>79</sup>; aber, wie es auf der andern Seiste scheint, zumal im vollkommeneren Zustande desselben (wie bei den Steinen von Eichstädt, Timochin, Benares), mehr um ihn herum angehäuft, die Massen desselben gleichsam umgebend, einschließend. Am häusigsten möchten sie wohl oft, in dem ganz besonderen Zustande, sest in die offenbar veränderten Massenteilchen der Grundmasse (wie oben bei dieser erwähnt worden ist) eingehüllt vorkommen.

Von diesem metallischen Gemengteile hängt, obgleich nicht ganz ausschließlich (da das eingemengte, und selbst, wie scheint, das chemisch mit den erdigen Teilchen verbundene, mehr oder weniger orndierte

<sup>79</sup> Howard gibt inzwischen, da er doch beide erdige Gemengteile des Steines von Benares möglichst getrennt und für sich analysierte, in beiden ein ganz gleiches Berhältnis von Eisenornd an, nämlich 34 Perzent.

<sup>80</sup> Bieder eine Annäherung def Entwidelungfustandes der Steinmasse der Meteor Steine und ihrer Gemengteile an die sibirische Eisenmasse.

Eisen, zumal aber das eingemengte Schwefeleisen, bisweilen einige Wirkung zeigen), die Wirkung der Meteor-Steine im Ganzen auf die Magnetnadel ab, die demnach nach dem so sehr abweichenden quantitativen Verhältnisse desselben von dem ganz Unmerklichen bis ins sehr Starke geht, und jener des massiven Gediegeneisens sich nähert. Es modifiziert derselbe ferner, vermöge seines verschiedenen quantitativen Verhältnisses (wobei jedoch der Gehalt der Masse an Eisen-Dryd — an verhülltem oder gar verlarvtem Eisen — und an Schwefeleisen zu berücksichtigen kommt), nicht nur das spezifische Gewicht der verschiedenen Meteor-Steine, und selbst — der oft sehr ungleichen, daher wohl zu berücksichtigenden Verteilung und Einmengung wegen — der Bruchstücke eines und desselben Steines, sondern auch insbesondere, und nach Maßgabe der Beschaffenheit der Teilchen (ob gröber oder feiner, glatter oder zackiger), durch mechanische Zusammenhaltung und durch eine (vielleicht erst in der Folge durch Drydation in der Atmosphäre) vermittelte innigere Verbindung aller Gemengteile unter sich, die Dichtigkeit und Festigkeit, den Kohäsions und Aggregats-Zustand der ganzen Masse.

Es ist demnach dieser Gemengteil, zumal derselbe in so vielseitigen Beziehungen, insbesondere im quantitativen Verhältnisse, und in Größe, Form und Verbindung seiner einzelnen Massen, so aussallende Verschiedenheiten zeigt, für die verschiedenen Meteor-Steine sehr charakterisierend, wie er denn auch das Ansehen derselben, zumal auf polierten Flächen, sehr mannigfaltig modifiziert, und manche oft ausschließlich dadurch erkennbar und unterscheidbar macht.

In Begleitung dieses Gemengteiles, und zwar wo nicht ausschließ

lich, doch vorzugsweise nur desselben, 81 und wo nicht ursprünglich, doch stets in der Folge, wenn die Steine einige Zeit der atmosphärischen Luft ausgesetzt waren, 82 erscheinen auf unvollkommen überrindeten, ursprünglich oder späterhin zufällig von Ninde entblößten Flächen, zumal auf frischen Bruchslächen, und zwar nach Maßgabe der Menge, Größe und Gestalt der Eisenteilchen (vielsleicht auch nach der individuellen Beschaffenbeit derselben), 83 mehr oder weniger häusige, größere oder kleinere, verschieden gestaltete Flecke, oft nur zarte Punkte, von matter, licht ockergelber, durch eine Neihe von Abstufungen ins Gelblich und Nötlichbrausne, bis ins Dunkelbraune verlaufender Farbe, wahre Nostssche, die sowohl durch die verhältnismäßige Menge, als zum Teil auch durch die Gestaltung und Größe, umso mehr ein charakteristisches Merkmal für viele Meteor Steine abgeben, als sie, zumal auf rohen, unpolierten Flächen, weit mehr als die Metallteilchen selbst

<sup>81</sup>Die Fälle, wo dasselbe auch bei deutlich ausgesprochenen Schwefeleisen-Wassen Statt hat, scheinen mir größten Teilf zweiselhaft. So viel ist gewiss, dass die Erscheinung verhältnismäßig höchst selten ist dei Steinen, die wenig Gediegeneisen, und doch viel, selbst sehr viel Schwefeleisen enthalten, wie die von Parma, Mauerkirchen, Siena, Benares, und gar nicht, wo das Gediegeneisen ganz sehlt, wie bei jenen von Chassigny und Stannern, obgleich bei letzteren der Gehalt an Schwefeleisen nicht unbedeutend ist. Inzwischen glaubte Klaproth doch diese Erscheinung der Verwitterung der Kiespunkte (des sein eingesprengten Schwefeleisen) zuschreiben zu sollen.

<sup>82</sup> Alaproth, der die Meinung begte, dass die Weteor-Wassen und ihre Gemengteile durchaus keiner Einwirkung des Drygens ausgeset waren, als eiwa der momentanen während des schnellen Durchzuges durch unsere Atmosphäre — vor der sie übrigens auch durch die blissichnell erzeugte oberstächliche Kinde sogleich geschützt wurden — und daher durchauf keinen Drydations Zustand irgend eines Gemengteiles annehmen zu dürfen glaubte, schrieb diese Erscheinung ausschlich der späteren Einwirkung der atmosphärischen Luft zu; inzwischen scheinen, abgesehen von den leicht zu machenden Einwürfen gegen iene vorgefasste Weinung im Allgemeinen, mehrere Beobachtungen auch gegen diese daher rührende Folgerung zu sprechen. Wehrere ganze und durch vollkommene Überrindung vor dem Eindringen der atmosphärischen Luft geschützte, und dabei ziemlich dichte und kompakte Steine, die ich selbst zu zerschlagen Gelegenheit hatte, und fünf verschliedene, von welchen während meiner Anwesenheit in Parif beträchtlich Stucke — freilich nach Steinschneiderart, aber schnell und mit möglichster Berwahrung gegen Durchnässung — abgeschnitten wurden, zeigten im Innern ihrer Masse dieselbse Erscheinung. Dasselbe beobachtete Bergrath Reuß an einem von ihm zerschlagenen Steine von Lissa, kaum noch drei Monat nach dem Falle. Dagegen zeigen Bruchstücke von mehreren, an Gediegeneissen sowohl als Schweseleisen ziemlich reichhaltigen Steinen, die seit vielen Jahren der atmosphärischen Luft, und selbst bäusiger Betastung ausgesetzt, auch an einer Fläche angeschlissen und poliert worden waren, noch bis zur Stunde keine Spur davon.

<sup>83</sup> Wie einige an Gediegens und Schwefeleisen ziemlich reichhaltige Steine, z. B. die von Erzleben, Tipperary, Limerick, und zum Teil selbst einige von Lissa, zu beweisen scheinen, die kaum eine Spur zeigen.

auffallen, auf polierten Flächen aber der ganzen Steinmasse ein ausgezeichnetes, marmoriertes Ansehen geben, so wie sie wohl auch den Zusammenhalt und Kohäsions-Zustand derselben als vermitteln- des Vindungsmittel zu verstärken scheinen.

Es ist bemerkenswert, dass diese Rostslede, wie es scheint, nie auf den, zumal polierten, Flächen der Eisenteilchen, auch wenn sie Jahre lang der Luft ausgesett waren — wobei sie kaum etwas von ihrer Politur einbüßten — (wie denn auch das Meteor-Eisen überhaupt, vielleicht wegen der Verbindung mit Rickel, nicht so leicht rostet, und auch mehr der Einwirkung der Säuren widersteht, als gemeines Eisen), sondern immer nur auf ihrer rauen Ober-fläche und am Rande derselben, insbesondere aber in den erdigen, von mehreren Eisenteilchen eingeschlossenen Zwischenräumen, 84 die sie oft ganz durchdringen, erscheinen, und dass sie oft, wie mir däucht, in Folge der Zeit, einen etwas fettigen Glanz, unvollkom-men blätterige oder schalige Absonderungen, und ein Pflinz- oder Eisenspatartiges, bisweilen sast Harzähnliches Ansehen gewinnen.

Die Massenteilchen dieser Flecke, die bei manchen an Gediegenseisen seinen sehr reichhaltigen Meteor-Steinen (wie z. B. bei jenen von Eichstädt und Timochin) beinahe die größere Hälfte der Grundmasse betressen, zeigen sich unter dem Mikroskope teils als erdige, ochrige, gelbe, pommeranzens und rötlichsgelbe, zum Teil aber als spatartige, und dann glänzende oder schillernde, ins Dunkelgelsbe und Rotbraune ziehende bis ins Glasige, und dann ins Rothe verlausende, kleine, gleichsam zusammen gekittete Massen, die mit mikroskopisch zarten Metallteilchen gemengt sind, und zum Teil in

<sup>84</sup>Es scheint demnach, dass es nicht die Gediegeneisenteilchen selbst sind, welche diese Drydation erlitten haben, sondern vielmehr die Atome von Eisen-Orydul und vielleicht von Schwefeleisen, welche jene einhüllen.

jene Feldspatartigen Massenteilchen, welche bei der Grundmasse erswähnt worden sind, übergehen. Sie werden von der Magnetnadel lebhaft angezogen, und lassen sich äußerst schwer, zum Teil gar nicht zerstoßen, halten selbst am Ambosse mehrere starke Schläge aus, und geben dann ein mehr oder weniger feines, lichter oder dunkler gelbes oder rötlich gelbes, erdiges Pulver, das zum Teil noch retractorisch ist, und ein oder mehrere Blättchen hartes und sehr zähes, metallisch glänzendes, licht eisengraues Gediegeneisen. 85

Der andere metallische Gemengteil, der wohl nie ganz sehlen möchte, 86 obgleich er gewöhnlich in einem ungleich geringeren, ost äußerst geringen, und offenbar gerade mit Zunahme des vorhergeshenden in einem abnehmenden Verhältnisse<sup>87</sup> vorhanden, und ost, zumal auf rohen unpolierten Flächen, äußerst schwer zu erkennen und vom vorigen zu unterscheiden ist, zeigt sich auf solchen Flächen mehr oder weniger häusig und deutlich, in äußerst zarten, meistens mitrostopischen, teils einzeln eingestreuten, teils mehr oder weniger zusammen gehäusten Punkten und Körnern, seltener in größeren, bröcklich oder körnig zusammen gehäusten Massen von sehr verschiedener, ganz unregelmäßiger Gestalt, und mehr oder minder dann verbrochen, zerrissen und zerklüstet, und bei diesem

<sup>85</sup> Auf dieser Beschaffenheit der Massenteilchen scheint wohl hervor zu gehen, dass diese Rostslede kein Erzeugnisse einer schnellen und oberflächlichen, und bloß durch die atmosphärische Luft bewirkten Orpdation des Gediegeneisens, und noch weniger die Folge einer bloßen Verwitterung des Schwefeleisens sein können; dagegen geben vielmehr Unsehn, Glanz, Härte, Sprödigkeit, und die Eigenschaft im Wasser nicht merklich, oder doch nur zum Teil, die Farbe zu ändern, Veranlassung, dieselben mit Eisenschaft zu vergleichen.

<sup>86</sup> Außer etwa bei den Steinen von Chaffigny, wo sich durchauf nichts dafür zu erkennen gibt, und bei deren Analyse auch Lauquelin keine Spur von Schwefel finden konnte.

<sup>87</sup> Dieses merkwürdige Wechselverbältnis spricht sich bei den meisten Meteor-Steinen sehr auffallend aus. So sindet man bei den an Gediegeneisen sehr reichhaltigen Steinen von Sichstädt, Timochin, Tabor, Charsonville, kaum ein deutliches Korn von Schwefeleisen, und es ist dasselbe äußerst zur eingesprengt; dagegen erscheint es bei den an jenem minder reichhaltigen von Ensisheim, Sales, Lissa zo. schon weit mehr und in größeren Massen; bei den eisenarmen Steinen vollends von Siena, Mauerkirchen, Benares, und besonders Parma, und den ganz eisenfreien von Stannern auffallend häufig und in ausgezeichnet großen Massen.

letteren Vorkommen, von einem unebenen, feinkörnigen, bisweilen versteckt blätterigen, seltener unvollkommen und klein muschlichen Vruche, nicht selten mit kriskallinischen Facetten, und unbestimmt eckige, ziemlich scharfkantige Vruchstücke gebend.

Es haben diese Körner und Massen stets ein rein metallisches Ansehen, und auf rohen Flächen der Steinmasse, zumal die kleinsten derselben, gewöhnlich einen starken, oft sehr starken, spiegelnden, metallischen Glanz, und eine mehr oder minder rein zinkgraue, oft auch beinahe zinn- oder silberweiße, gewöhnlich aber ins Rötliche — beinahe wie der Rupfernickel — meistens doch ins Gelbliche, Speisoder Messing-Gelbe ziehende Farbe. Se Größere Massen erscheinen bisweilen, obgleich nur selten, matt oder doch minder glänzend, und dunkelgrau oder bräunlich, auch tombakbraun, rostbraun oder kupferrötlich, und bisweilen auch pfauenschweisig, dunkelblau, rot und Messinggelb angelausen.

Gerist geben diese Metallteilchen sogleich ihre Sprödigkeit zu erkennen, wodurch sie sich von den vorigen sehr auffallend unsterscheiden, und mit Gewalt auf der Steinmasse gebrochen, auf welcher sie sich mehr oder weniger leicht, stückweise aussprengen lassen, kann man sie auch mehr oder minder leicht zum seinsten Pulver zerstoßen und zerreiben, das dann eine mehr oder wenisger matte und schwärzliche Farbe annimmt. Jene Sprödigkeit, so wie das ganze Ansehen und Verhalten dieser metallischen Massen sowohl im Ganzen als in ihren Massenteilchen, die Entwickelung

<sup>88</sup> Diese oft sehr auffallenden Ubweichungen in der Farbe, auf welche schon Chladni aufmerksam machte, und deren nicht selten mehrere in einem und demselben Bruchstude eines Steines vorkommen, scheinen wohl, zumal sie in einigem Einklange mit den übrigen Eigenschaften, als mit der Hartauber und der Retractibilität siehen, au fremdartige Beimischungen (Nickel, Chrom, Mangan, Silicium), oder doch auf ein verschiedenes Berhältnis vom Schwesel zum Eisen, oder auf eine anderweitige Zustandsverschiedenbeit dieses letzteren hinzubeuten.

von Schwefel-Wasserstoffgas bei Behandlung mit Salzsäure, und vollends die Resultate der Analysen, geben die Natur dieses metallischen Gemengteiles als Eisen- oder Schwefelsies, und zwar, nach letzteren, wegen des geringen Verhältnisses des Schwefels zum Eisen, was und da er auch meistens mehr oder weniger auf den Magnet wirkt, oals Schwefeleisen im Minimum oder als Magnetkies, zu erkennen.

Auf geschlissenen und polierten Flächen erscheint auch dieser Gesmengteil ungleich deutlicher, da die kleinsten Teilchen mehr zur Anssicht kommen (obgleich viele während des Schnittes ihrer Sprödigkeit halber ausgesprengt werden mögen), und sich besser, ja oft ausschstlich nur hier, von jenen des Gediegeneisens unterscheiden lassen, indem sie immer einen etwas schwächeren Glanz (wahrscheinlich als

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Die meisten bisherigen Analysen von Meteor-Steinen lassen zwar nur durch einen bestimmt, oft auch ganz unbestimmt, und selbst nur als Spur angegebenen Behalt an Schwefel auf die gewesene Gegenwart von geschwefeltem Eifen alf Bemengteil berfelben, keinesweges aber auf bessen quantitatives Berhältnif zur Steinmasse, am wenigsten vollends auf bessen individuelle Zusammensetzung und auf das Verhältnis des Schwefels zum Gifen in demselben schließen. Inzwischen hat boch Soward schon bas lettere naber bestimmt, indem er 14 Gran Rief auf einem Steine von Benaref für sich analysierte, und — obgleich mit unberechenbarem Verluste an Schwefel — 2 Gran besselben mit 10 1 Gran Eisen verbunden, demnach beiläufig 20 Verzent Schwefel fand. Aus Stromeyers neuesten Analysen der Steine von Errleben und Röstrig ergibt sich (aber freilich nach stöchiometrischem Kalküle, wobei ef mohl in Frage stehen dürfte, ob bei diesen rätselhaften Produkten so ganz zuversichtlich darauf anzugehen sein mochte) bei ersteren ein Gehalt an Magnetkief von fast 8, bei letteren von beinahe 7 Perzent, und bei beiden ein gleichef — freilich präsumtives — Mischungsverhältnis von 58 Schwefel zu 100 Gifen (wie ef Berzelius für ben terrestrischen Magnetties statuiert hat). Schon Howard hat Nickel — und zwar in einem auffallend großen, unwahrscheinlichen Berhältnif — von beinahe 10 Perzent mit diesem Schwefeleisen in Berbindung gefunden, und da Bauquelin wenigstens (Moser und Klaproth nicht) eine Spur von jenem Metalle auch in der Masse der Steine von Stannern fand, die doch gar kein reines Gediegeneisen enthalten, so dürfte es wohl einen beständigen Bestandteil deffelben aufmachen.

Laproth von dem, selbst speisgelben, auf jenem von Lissa und Erzleben bemerkt, und ich auch von jenem auf den Steinen von Benares, und Klaproth von dem, selbst speisgelben, auf jenem von Lissa und Erzleben bemerkt, und ich auch von jenem auf den Steinen von Siena und Mauerkirchen behaupten kann, von welchem auch nicht die kleinsten Atome von der Magnetnadel in Bewegung geset werden; übrigens in sehr verschiedenen Graden. Außerst schwach z. B. wirkt jener aus den Steinen von Parma, und mehr en masse als im Pulver, vielleicht bloß in Folge der umgebenden oder anhangenden Atome von Gediegeneisen oder Eisen-Orphalt; hier und da einiger aus der Masse der Steine von Siena und Lissa, etwas starter; äußerst start dagegen und selbst in den kleinsten Atomen, jener aus den derben Gediegeneisen-Massen. Und ich glaube bemerkt zu haben, dass der verschiedene Grad von Retractibilität dieses Kieses überhaupt mit der Menge und Masse des vorhandenen Gediegeneisens in einem Verhältnisse stehen. Ob derselbe übrigens von den oben erwähnten verschiedenen metallischen Beimischungen, oder von einer Zustandsverschiedenheit des Eisens, oder von dem Mischungsverhältnisse des Schwesels zum Eisen abhänge, will ich vor der Hand dahingestellt sein lassen, und nur die Analytiter darauf ausmerksam gemacht haben.

Folge des Anlaufens durch die angewendete Feuchtigkeit während des Schnittes) und eine dunklere, stets ins Stahls oder Zink-Graue fallende, und meistens ins Nötliche oder Gelbliche ziehende Farbe haben, und sich gewöhnlich (zumal wenn in etwas größeren Massen), rissig, zersprungen und zerklüstet, oder äußerst zartkörnig angehäuft zeigen. Sie sind übrigens mehr oder weniger häusig, sehr ungleichsörmig durch die ganze Steinmasse zerstreut, und ebens so wie die Gediegeneisenteilchen in der Grundmasse sowohl, als, und zwar in einem ähnlichen geringeren Verhältnisse, im olivinartigen Gemengteile, und erscheinen als äußerst zarte, ost mikrostopisch seis ne Punkte, entweder einzeln oder gruppiert, und in größeren oder kleineren, teils zart und vielsach ausgezackten und ausgeschlitzten, teils scharf begrenzten, dichten Flecken.

Von dem ganz mikroskopisch seinen Vorkommen dieser Riesteilschen und deren innigen Verbindung mit den Gediegeneisenteilchen, ist bereits oben bei diesen Erwähnung geschehen; so wie auch, dass sie nur selten, wenn je, unmittelbar von Rosksleden begleitet sind.

Es ist dieser Gemengteil<sup>91</sup> für manche Meteor-Steine sehr charakteristisch (zu welchem Ende aber notwendig eine Fläche des Steines

<sup>91</sup> Dieser Gemengteil ist es vorzüglich, der die Erklärung, selbst mancher Nebenerscheinungen und Beränderungen, welche mit diesen Massen ossenbar in unserer Atmosphäre erst vorzehen, so schwierig macht, und zu den widersprechenksen Hypothesen Beranlasung gab. So ließe sich z. B. — wie es denn auch, ienes und manches andern Einspruches ungeachtet, ziemlich allgemein geschieht — das Leuchten, Glüben, Funkensprüben und endliche Zerplaten der Feuerkugeln, und vollends die Bildung der Rinde (anscheinend! das ausgesprochene Produkt eines gewöhnlichen Schweiz-Prozesses) über die vereinzelten Bruchstude derselben, durch — unter mehr oder wenis ger annehmbaren Boraussesungen zulässliche — Entwickelung oder Freimachung von Warmestoss am kürzesten und leichtesten erklären, wenn nicht das häussige Vordommen diese Gemengteiles in der ganzen Masse, und selbst an der Oberfläche, und ganz dicht unter der Rinde der Steine, und namentlich auch in den ganz reinen und derben Gediegeneisen-Massen, im ganz unveränderten Zustande seiner oft auss böchste ausgesprochenen metallischen Beschassenbeit bei dessen leichter Zerstörbarkeit durch Sitze dagegen stritte, umso mehr als diese, wenigstens in unserer Atmosphäre, dem Einstüsse durch ihr scheinbar geschwolzenes Ansehen manche Physiter verleiteten, sie geschwolzen stüssig die zur Erde gelangen zu machen), einen Grad voraussen wurde, mit dem sich das Besteben eines Schweseleisens sollten ließe.

abgeschlissen werden muss, teils durch seine Menge (wie für die Steine von Benares, Lissa, Parma zc.), oder durch seine Seltensheit (wie für jene von Sichstädt, Timochin, Tabor, Charsonville zc.), teils durch die Größe oder ausgezeichnete Farbe seiner Massen (wie für die Steine von Parma, Stannern, Mauerkirchen, Benares zc.).

Außer jenen vier, strengen Sinnes zur Wesenheit der Meteor-Steine, alf gemengten Massen, gehörigen, dem freien Auge mehr oder weniger leicht unterscheidbaren Gemengteilen, findet sich, wes nigstens bei vielen, wo nicht allen, noch ein fünfter, der aber, auf roben sowohl als auf geschliffenen Flächen der Steine, meistens nur mit Hülfe eines Vergrößerungsglases, und selbst dann nur schwer und sparsam, am leichtesten noch und am häufigsten in der gröblich gepulverten Steinmasse unter dem Mikroskope aufgefunden werden kann, und der in Gestalt äußerst zarter, unförmlicher, sehr ungleichförmig verteilter und einzeln eingestreuter, nur höchst selten in äußerst kleinen Partien zusammen gehäufter, von der Masse fest eingeschlossener Punkte oder Körner von matter, schwärzlichsbrauner oder schwarzer Farbe erscheint. Es zeigen sich diese Körner leicht zerreiblich, und geben ein gleichförmiges Pulver; sie werden mehr oder minder lebhaft von der Magnetnadel angezogen, und sind wohl ohne Zweifel für ein Dryd oder Drydul von Eisen, 92 von

<sup>92</sup> Bekanntlich hat Klaproth, dem wir in Deutschland die frühesten Analysen, und im Ganzen — wo ich nicht irre — die von steben verschiedenen Meteor-Steinen verdanken, die Vermutung geäußert: es käme das Eisen in allen Meteor-Steinen, ohne Ausnahme, selbst in jenen, wo sich durchaus keine Spur davon, weder physisch noch orpktognostisch, all rein und gediegen zu erkennen gibt (wie z. V. in jenen von Stannern — wovon er doch selbst ein Stück analysierte —), stets nur im regulinischen Zustande vor, und dass selbst jenes — wie auch der Nickel und das Mangan — das sich in einem größeren oder geringeren Anteil, auch chemisch ausgesprochen, im ossender Justande fände, nicht ursprünglich so in denselben enthalten gewesen, sondern erst — so wie die Rossfede — später als Folge der Orphation des zuvor frei und gediegen vorhanden gewesenn, in der atmosphärischen Lust entstanden seit; dass dagegen alles physisch und orpktognostisch unerkennbare und chemisch mit den

Mangan etwa zum Teil, und vielleicht auch von Chrom anzusehen.

Höchst selten, und nur bei einigen Meteor-Steinen (nach meiner Überzeugung und deutlich nur bei jenen von Chassignn und Lissa) erscheint dieser Gemengteil in etwas größeren, ebenso zerstreuten Massen von beinahe pechschwarzer Farbe, und ziemlich starkem, etwas settigem Glanze, die wenig oder gar nicht auf den Magnet wirken.

erdigen Gemengteilen verbundene Eisen regulinisch in diesen (im orpgenfreien Zustande mit den einsachen Erden verbunden), in einer gegenseitig sich durchdringenden Mischung (wodurch auch dessen Wirksamkeit auf den Magnet aufgehoben werden kann) demnach bloß verlarvt - fich befinden möchte. Ef ift nicht in Abrede zu ftellen, daff die Motive, welche diese Mutmaßung veranlassten (die höchst wahrscheinliche Gerstammung dieser Massen auf Regionen, wo, ebenso wahrscheinlich, kein Ormgen vorhanden sei; — das häufige Vorkommen bef so rein ausgesprochenen, ganz unveränderten, und boch so leicht zerstörbaren Schwefeleisens in denselben; — die Ermangelung irgend einer Anzeige von Oppgen-Gehalt bei den wiederholten Analysen; — und endlich die Resultate des Ralfülf bei Bestimmung bef quantitativen Berhältnissef ber verschiedenen Bestandteile ber von ihm zerlegten Steine —), biefelbe gerade nicht abnötigten, im Gegenteil manche Einspruche gestatten (wovon gleich einen z. B. der Zustand ber übrigen Gemengteile, jener der erdigen Bestandteile, als Dryde metallischer Basen, machen dürfte), und daff damit die bestimmt ausgesprochenen Befunde anderer Analytiser im offenbaren Widerspruche stehen, welche ben Gehalt der Meteor-Steine an oppdiertem Eisen und andern Metallen (Mangan, Chrom, Ridel), und zwar nicht bloß im Zustande von mechanischer Einmengung (in welchem Kalle derselbe etwa nach Raproth als Produkt späterer Erzeugung angesehen werden könnte), sondern ganz verlarvt und chemisch mit den erdigen Bestandteilen verbunden, unwiderleglich bartun. (So erflärte Howard allen Gehalt an Eisen ber von ihm analysierten Steine insofern sich dasselbe nicht als gediegen oder geschwefelt aussprach, — so Bauquelin — der, meines Besinnens, fogar an irgend einem Orte, allef, felbst das vollkommen regulinisch vorkommende Meteor-Eisen (wahrscheinlich der beobachteten partiellen Sprödigkeit und in eben dem Grade schweren Schmiedbarkeit wegen) stets als etwas orndiert — ebenfo, und namentlich den ganzen, allem Ansehen nach durchauf verlarvten, doch 31 Perzent betragenden Eisengehalt def Steines von Chaffigny; fo Moser und derselbe jenen von 27 bis 29 Perzent — wovon nur wenig auf ben vorhandenen Rief fällt, und eben fo wenig fich alf freief Dryd auffpricht - ber Steine von Stannern, für vollkommen opphiertes Sisen; so gibt endlich Stromener den Gehalt an wahrhaft — aber nur opphulirten — Eisen der Steine von Erzleben und Röstrik auf 5 Perzent an.) Inzwischen verdient doch, meines Erachtens, Riaprothf Bermutung noch alle Beachtung und befondere Aufmerkfamkeit, und dief umfo mehr, alf dieselbe durch — oben in einer Note bei den Gediegeneisen — bereits erwähnten Umstände (der innigen, wenn gleich nur mechanisch scheinenden Verbindung der Eisen- und Erdeteilchen, selbst in den mitrostopischen Massenteilchen, — der selbst auf demissem Wege erst möglichen, vollkommenen Scheidung beiber, — dem bei verschiedenen Meteor Eisen so merklich abweichenden, und bei jenem auf Meteor Steinen so auffallend geringen spezifischen Gewichte, und den anscheinend verschiedenen Graden von Retractibilität desselben —) neue Befräftigung zu erhalten scheint, und in der, dem chemisch ausgewiesenen oder sinnlich wahrnehmbaren Gehalte an Eisen, oft nicht entsprechenden Angabe bef spezifischen Gewichts mancher Steine, und selbst, wie mir daucht, in obigen und manch andern, ziemlich sich widersprechenden Resultaten, insbesondere aber in jenen der, gewiss höchst verlässlichen Analysen Stromeners (nach welchen ein nur sehr geringer Zeil — und zwar bei anscheinend nur wenig Gebiegeneisen und Rief führenden Steinen — von Eisen, und dies nur im Minimum oppdiert, dagegen ein bedeutenderer Anteil an regulinischen ausgewiesen wird, als nach jenem Anscheine erwartet werden sollte, wovon demnach der Überschuss in den erdigen Gemengteilen verlarvt enthalten fein muffte) einige Bestätigung finden möchte. Daff Silicium jene Berbindung wenigstens vermitteln muffte, durfte wohl ebenso gut bier, als bei den von Daniell und Berzeliuf gefundenen ähnlichen Berbindungen von Rieselerde mit metallischem Eisen, und von Laugier in sibirischen, voraususeten sehn, worauf vielleicht ichon der besondere Zustand, in welchem alle obige Analytiker die Rieselerde in den Meteor-Steinen überhaupt gefunden haben, hindeutet.

Für Partikelchen von Rinde-Substanz, wofür sie, wenigstens zum Teil, Chladni anzusehen geneigt ist, kann man diese Körner, zumal ersterer Art, nicht wohl erkennen, da sie nicht nur in ganzen Ansehen und durch ihre Retractibilität (vorzüglich bei Steinen, wo ef die Atome der Ninde gar nicht sind, wie z. B. bei jenen von Stannern, wo sie doch gerade am häufigsten vorkommen) sich davon unterscheiden, sondern auch die Art des Vorkommens und der Einmengung aller — so sparsam und vereinzelnt, und überhaupt so selten, — so mikrostopisch zart und isoliert, gar nicht in die Steinmasse übergehend (wie dies doch bei der oberflächlichen Rinde im Kontakte mit jener so auffallend Statt hat), und in einem gekörnten Zustande — mit jeder möglich denkbaren Art von Entstehung und Bildung von Rinde-Substanz mitten in der Steinmasse, namentlich aber mit jener durch Einknetung, im Widerspruche steht. Leichter könnte man diese Körner, wenigstens lettere, dunklere, glänzende, mit dem olivinartigen Gemengteile oder mit der Substanz, die auch in Adern vorzukommen pflegt, und von welcher sogleich die Nede sein wird, verwechseln, mit welchen diese aber auch (zumal jene in den Steinen von Lissa) ziemlich gleicher Natur sein möchten. Am häufigsten und deutlichsten, und zwar größten Teils von bedeutender, dem freien Auge wenigstens erkennbarer Größe, kommen derlei Körner in der Masse der Steine von Chaffiany vor. Diese scheinen aber eben so wenig orydiertes Eisen als Rinde-Substanz zu sein. Dem ersteren widerspricht nämlich die pechschwarze Farbe, der starke, etwas fettige Glanz, das fristallinische Ansehen und die gänzliche Unwirksamkeit auf die Magnetnadel, ausgenommen in einzelnen wenigen, mikrosteinmasse einige Wirksamkeit äußert; dem letzteren aber — nebst obigen Gründen in Betress der Art des Vorkommens und der Einmengung — Farbe, Glanz, und die ganze Beschassenheit, verglichen mit der oberflächlichen, ganz eigenen Ninde dieser Steine, die überdies, obgleich schwach, doch merklich genug auf den Magnet wirkt.

Der ausgezeichnete Gehalt dieser Steine an Chrom, von 2 Perzent, welches Metall hier, nach Vauquelin, rein und regulinisch vorkommen soll, lässt mit allem Grunde vermuten, dass es dieses Metall sei, welches hier auf solche Art erscheint, indes dasselbe in den übrigen Meteor-Steinen, wo es bisher, fast durchgehends zwar, aber nur als Spur, oder in der sehr unbedeutenden Menge von  $\frac{1}{4}$  bis 1 Perzent gesunden worden ist, wahrscheinlich auf gleiche Art eingestreut, aber, nach Stromepers Vermutung, immer als Oryd und in Verbindung mit Eisen, als wahres Chromeisen, vorkommt.

Dass jene Atome von orndiertem Eisen am häufigsten und mikroschiest, in Begleitung und inniger, wenn gleich mechanischer Berbindung mit den eingemengten Gediegeneisenteilchen, selbst bei deren mikroskopischen Erscheinen in den Massenteilchen der erdigen Gemengteile, im Gesolge letterer, und wahrscheinlich in Gesellschaft von ähnlichen Ries-Atomen, vorkommen, dieselben gleichsam einhüllen, und sich erst bei Fletschung derselben als schwarzes, mehr oder weniger retractiles Pulver zu erkennen geben, und dass es vorzüglich diese Atome sein möchten, von welchen die Rostslecke in der Steinmasse vorzugsweise herrühren — ist bereits bei Beschreisbung des Gediegeneisens bemerkt worden, und dass dieselben einen wesentlichen Einfluss auf den Rohäsions-Justand, den Magnetismus,

auf das spezisische Gewicht, und mittelbar wenigstens, auf das äußes re Ansehen der Steinmasse im Ganzen haben müssen, ergibt sich aus ihrer Natur und dem hierüber Vorgebrachten. 93

Söchst merkwürdig aber ist wohl das Wechselverhältnis, welches — insoweit aus dem äußern Ansehen und den Resultaten der, leis der in dieser Beziehung nicht hinlänglich befriedigenden, Analysen geschlossen werden kann — zwischen dem Gehalte der verschiedenen Meteor-Steine an Eisen in diesem mehr oder weniger orndierten Zustande (als Dryd oder Drydul — wenn es ja bei diesen rätsels haften Fossilien keine anderen Mischungsverhältnisse zwischen Eisen und Drygen — so wie zwischen Eisen und Schwefel — geben sollte — als man bei den ähnlichen Verbindungen in terrestrischen Fossilien als Norm annehmen zu dürsen sich berechtigt glaubt), und jenem in ausgesprochen regulinischem zu bestehen scheint, indem ersterer — ossenbar oder verlarvt — in dem Maße vorwaltet, als letzerer — wenigstens ossenbar — in einem geringeren vorhanden ist. 94

<sup>93</sup> Das quantitative Berhältnis dieses orgdierten Eisens im freien Zustande, als wahrer Gemengteil, kann übrigens — dem Ansehen nach — im Allgemeinen nur sehr gering, und, zumal bei Steinen, von welchen ein bedeutender Gehalt an Eisen im Ganzen, chemisch ausgewiesen, aber wenig, oder vollends gar keiner als regulinisch oder geschwefelt, orgktognostisch ausgesprochen ist, im Berhältnis zum chemisch gebundenen oder verlarvten, — nur höchst unbedeutend sein.

<sup>94</sup> Der Total Gehalt an Eisen in allen Zusiänden und Verbindungen, in welchen dasselbe vorzukommen pflegt (rein metallisch, und zwar frei, ornstognostisch ausgesprochen, oder als solches vielleicht auch verlarvt; mehr oder weniger mit Schwefel vererzt als Eisen oder Magnetkies, und mehr oder weniger mit Schwefel vererzt als Eisen oder Magnetkies, und mehr oder weniger mit Schwen verbunden, als Dryd oder Orydul, und als solches wieder mechanisch eingemengt oder chemisch gebunden), zusammen genommen, und alles auf Dryd reduziert, wie es durch die Analyse der Steinmasse ohne mechanische Absonderung gewonnen wird, weicht bei allen bisher bekannten, dem Ansehen nach auch noch so verschiedenartigen Meteor-Steinen nicht sehr ab, schwankt gewöhnlich nur zwischen 30 und 40, und steigt nur in höchst seltenen Källen bis gegen 50 Perzent von der gesamten Steinmasse. Davon beträgt das regulinische, sinnlich wahrnehmbare, wenn es nicht, was sedoch sehr selten der Kall ist (wie bei den Steinen von Chassigny, Stannern, Alais?), ganz sehlt: von 1 bis 19 Perzent — wahrscheinlich wohl noch etwas mehr; — das geschweselte, wenn es nicht, was sedoch noch seltener der Kall ist (wie bei ienen von Chassigny, Alais??), ganz sehlt: von 1 bis etwa 12 oder 15; und das orydierte endlich — wodon sedoch in keinem Falle mehr als einige wenige Perzente mechanisch eingemengt sein dürsten — das Ganze oder den Rest ienes Total-Gehaltes. Zene Steine, welche dem Ansehen und dem spezissischen Gewichte nach am reichhaltigsten an mechanisch eingemengtem, zumal gediegenem Eisen sind, enthalten im Ganzen eben nicht bedeutend mehr als siene, wo

Noch kommen bei Betrachtung der Steinmasse der Meteorscheine im Allgemeinen zwei ebenso ausfallende als merkwürdige Beschassenheiten zu erwähnen, die, wenn sie gleich nicht zu ihrer Wesenheit gehören, und sich gerade nicht bei allen Steinen sinden, doch sehr häusig erscheinen, und als bedeutende Zustandsveränderunsgen der Steinmasse, wo nicht als heterogene Gemengteile, anzusehen kommen, und deren höchst rätselhafte Entstehung und Bildung eisnerseits mit mancher der gangbaren Theorien über die Herkunst und die ursprüngliche Entstehung und Bildung der Massen selbst, sehr im Widerspruche stehen, andererseits in der Folgezeit, wenn sie bei vervielsfältigten Beobachtungen und weiteren Untersuchungen einst befriedigend sollten erklärt werden können, manche Aufklärung in lekterer Beziehung erwarten lassen dürften.

Die eine dieser Zustandsveränderungen der Steinmasse ist das Vorkommen derselben als scharf begrenzte Adern oder Gänge von verschiedener Mächtigkeit und Dicke; die andere bezeichnet das vers

fich wenig oder felbst gar nichts ornstrognostisch und physisch nachweisen lässt. So steht von ersteren, deren spezifisches Gewicht = 3,7 ift (ben Steinen von Sichftäbt, Timochin, Charsonville), ber Total-Gehalt an erhaltenem Ornd beiläufig zwischen 36 und 43, bei letteren, deren spezifisches Gewicht zwischen 1,9 und 3,3 ift (den Steinen von Maif, Stannern, Benaref, Eggenfeld, Parma zc.), zwischen 30 und 40 Perzent. (Merkwürdig ist, dass das spezifische Gewicht der Steine von Chaffigny, bei welchen sich doch keine Spur von mechanisch eingemengtem Eisen oder — außer jenen sparsamen, schwarzen Atomen — von einem andern Metalle findet, und deren Eisengehalt, nach Bauquelins Ausweis, selbst nur 31 Pergent an Ornd beträgt, beinahe das Mittelgewicht ber Meteor. Steine überhaupt übersteigt, indem dasselbe nach eigener Biegung 3,55 beträgt.) Bei jenen an Gediegeneisen besonders reichen Steinen endlich, und namentlich bei jenen von Eichflädt, verhält fich der Behalt an Eisenorm zu bem an Gediegeneisen, nach Raproths Angabe (die aber nicht befriedigend ift, indem er das gediegene Metall mit dem Magnete aufog, daher vieles, was in den erdigen Teilchen verhüllt war, mit in die Auflösung von diesen brachte, und durch die Operation als Oryd erhielt), wie 16,50: 19, und bei jenen von Timochin (bei gleichem Berfahren) wie 25: 17,60, oder nach N. A. Scherer, wie 17,50: 17,75. (Bon den Steinen von Charsonville gibt Bauquelin den Total Gehalt an Eisen mit 25,8 regulinisch an, wie er ihn nach Ralfül des durch die Operation im Ganzen erhaltenen Ornbef herausbrachte). Bei ben an Gediegeneisen besonders armen Steinen bagegen, und namentlich bei jenen von Benares, nach Howard, verhält sich der Gehalt an Eisenoryd zu dem an ersterem, wie 34 : 2; bei jenen von Siena, nach Rlaproth, wie 25 : 2,25; bei jenen von Mauerkirchen, nach Imhof, wie 40,24: 2,33; und bei jenen von Eggenfeld, nach demfelben, wie 32,54: 1,8 (wobei freilich auch nach Rlaprothf Methode verfahren worden sein mochte). Rach Stromeners ungleich genaueren und umsichtigern Analysen ergab fich für die Steine von Errleben und Roftrig, die dem Ansehen nach (erstere mehr) zu den mittel reichhaltigen an Gediegeneisen gehören, und deren spezifisches Gewicht zwischen 3,6 und 3,5 steht, ein Verhältnis von 5,57 und 4,89 an Orndul zu 24,41 und 17,48 an metallischem Eisen, mit Inbegriff des Schwefeleisens.

schiedene Aussehen derselben auf scheinbaren, zum Teil wirklichen Absonderungsflächen von verschiedener Ausdehnung, mitten im Innern der Steine.

Das erstere Vorkommen findet sich — wie ich mich nun überzeugt habe — bei sehr vielen, und höchst wahrscheinlich, mehr oder minder häufig und deutlich ausgesprochen, wohl bei den meisten Meteor-Steinen. 95 Es zeigen sich nämlich auf roben, und noch deutlicher auf geschnittenen, zumal geschliffenen Flächen der Steinmasse von einigem Flächeninhalte, einzelne oder mehrere, oft sehr viele, fürzere oder längere, gerade laufende oder bogenförmig ges frümmte, auch mehrfach gebogene Abern, von sehr verschiedener, bald im ganzen Verlaufe gleichförmiger, bald allmählich abnehmender, bald sehr und stellenweise jäh und stark abs oder zunehmender Breite und Mächtigkeit, und zwar vom Haarfeinen, kaum dem freien Auge sichtbaren, bis — was jedoch höchst selten — zu 3 Linien, welche nach allen Richtungen, und oft von einem Rande der Fläche bis zum andern entgegen gesetzten, und zwar an einem oder dem andern — aber nicht immer mit dem breiteren Ende bisweilen auch an beiden Rändern, aber auch sehr oft an keinem, an die etwa da befindliche Rinde anstehend, oft aber auch ganz isoliert

<sup>95</sup> Ich habe zuerst (1808) auf das rätselhafte Vorkammen dieser Abern in der Masse der Meteor-Steine bei Gelegenheit der Beschreibung jener von Stannern, obgleich sie in diesen nur äußerst selten und gewisser Maßen unvollkommen sich zeigen, ausmerksam gemacht. Beinahe gleichzeitig erwähnte ihrer Herr Bergrath Reuß bei Beschreibung der bei Lissa gefallenen Steine, in welchen sie am häussissen vorzussommen scheinen. Erst an den Steinen von Charsonville machten Bigot de Morogues, Haup und Vauquelin dieselbe Beodachtung, und in ihrer Beschreibung (1811) als von etwas ganz Neuem und Merkwürdigem, Erwähnung davon. In der Folge (1814) gaben die Steine von Agen Gelegenheit zur Erneuerung dieser Beodachtung, welche inzwischen Chladni und ich bereits an vielen, zum Teil lang bekannt gewesenen, älteren Meteor-Seinen zur Genüge gemache hatten. Nach neuerlichster Untersuchung kann ich sie nun an, mitunter ziemlich kleinen, Bruchstucken von solgenden Meteor-Steinen nachweisen: von Lisa, Agen, Doroninsk, Charsonville, Chantonnay, Ensisheim, L'Aigle, Barbotan, Vorkstiere nichten, Soulouse, Sales, Apr, Tipperary, Weston, Stannern; und bei den meisten übrigen mit außer diesen noch bekannten Meteor-Steinen möchte es wohl nur an der individuellen Beschaffenheit des vorhandenen Bruchstucks oder seiner Bruchstache liegen, dass ich nach bin.

und frei im Mittel der Fläche oder der Steinmasse verlaufen. Es sind diese Adern teils, obgleich selten, ganz einfach, teils mehr oder weniger, oft sehr häufig ramifiziert, und es gehen die Aste und Zweige von verschiedener Stärke und Länge, übrigens von ähnlider Beschaffenheit, wie der Hauptstamm, unter oft sehr spikigen Winkeln, nach allen Richtungen von demselben ab, und verlaufen auf ähnliche Weise gegen die Ränder oder mitten in der Masse; sie sind nicht selten wieder zerästelt, durchseten und durchschneiden sich, münden sich in einander ein, oder laufen zum Teil auch eine Strecke parallel — wie dies alles nicht selten selbst die Hauptstämme, wenn deren mehrere vorhanden sind, zu tun pflegen und bilden oft ein ziemlich enges, sehr ungleiches Net oder Adergeflecht. Oft gehen diese Adern, als Gänge, in eine beträchtliche Tiefe mit gleicher oder abnehmender, auch wohl veränderlicher Mächtigkeit, oft bei ansehnlicher Dicke des Stückes, auf einige Zolle; aber dieselbe Ader nicht durchauf auf gleiche Tiefe. Manche scheinen wohl bis an die Oberfläche des Steines zu gehen, die bei weitem meisten aber nicht, und viele nur auf eine höchst unbedeutende Tiefe, so dass nach diesem und obigem manche — und dies möchte wohl die meisten treffen — ganz auf das Innerste der Steinmasse beschränkt sind, und mit der Oberfläche und der Außenrinde in gar keiner Verbindung stehen; andere nach einer oder zweien, wieder andere vielleicht nach allen Richtungen ganz durchgehen. Nie scheinen diese Gänge auf irgendeine Tiefe ganz senkrecht, sondern immer mehr oder weniger schief durch die Steinmasse zu setzen.

Die Masse, welche diese Adern und Gänge bildet, ist im Wessentlichen, die Farbe abgerechnet, von der übrigen Steinmasse im

Allgemeinen nicht verschieden, indem sie im Gegenteile eine in jeder Beziehung ganz ununterbrochene Fortsetzung von dieser ausmacht, und außer der scharfen Begrenzung durch die Farbe, durch gar nichts, das z. B. einem Salbande gliche, geschieden ist, sondern vielmehr unmittelbar in dieselbe übergeht. Sie zeigt dieselbe Textur, dieselbe Beschaffenheit der Oberfläche sowohl im Bruche als im Schnitte, dasselbe, meistens doch ein etwas feineres, Korn, nur mehr Dichtheit, Festigkeit und Härte — beiläufig so wie der olivinartige Gemengteil in einem mittleren Grade von Ausbildung — daher sie auch geschliffen — so wie dieser — eine höhere Politur und einen etwas fettigen Glanz annimmt, und sie enthält ebenso wie die übrige Steinmasse, Gediegeneisen eingesprengt; vom olivinartigen Gemengteile, nach der gewöhnlichen Art seiner Ausscheidung und Begrenzung, konnte ich aber nie etwas in ihr bemerken. Rur, wiewohl höchst selten, und an einzelnen Stellen besonders breiter Abern, zeigt sie eine schwache Anlage zu einer schiefrigen Textur. Sie zeigt denselben, gewöhnlich nur etwas, höheren Grad von Wirkung auf den Magnet wie die übrige Steinmasse, aber einen merklich geringeren als die Rinde desselben Steines.

Das beinahe einzige und wesentlichste Merkmal, wodurch sich die Masse dieser Adern und Gänge von der übrigen Steinmasse unsterscheidet, ist die Farbe. Diese ist schwärzlich, ost beinahe schwarz, gewöhnlich aber graulichs oder bläulichsschwarz, oder bläulichs und mehr oder weniger dunkel schiefersgrau, nie so pechs oder kohlsschwarz, wie die Ninde an manchem solcher Steine, am wenigsten braun, wie diese an den meisten, und ohne allem metallischen Unssehen; dagegen oft genauso, wie der olivinartige Gemengteil im

ausgesprochneren Zustande in denselben oder in andern Meteorscheinen zu erscheinen pflegt. Nur auf polierten Flächen zeigt diese Gangmasse einen mehr oder weniger ausgezeichneten, etwas settigen, und dem olivinartigen Gemengteile im ausgesprochneren Zustande ähnlichen Glanz, auch, wenigstens bei dem einen Steine von Stannern, wo auch die Farbe den dunkelsten Partien jenes Gemengteiles entspricht, ein ähnliches, zerrissenes und zersprungenes, gleichsam gekörntes Ansehen.

Es ist bemerkenswert, dass sich diese Abern und Gänge am häusigssten und ausgezeichnetsten in solchen Meteor. Steinen finden, die sich — mit Ausnahme jener von Stannern, wo sie übrigens nur an einem unter so vielen gesehenen Bruchstücken, und auch hier nur in einem unvollkommenen Zustande beobachtet wurden — durch eine beträchtliche Dichtheit, Festigkeit und Innigkeit des Kohäsionstussen Sustandes sowohl als des Aggregatstustandes außeichnen (wie die Steine von Lissa, Agen, Charsonville, Chantonnan, Ensisheim zc.), und gerade in solchen, wo der olivinartige Gemengteil nur sehr wenig, oder doch nur als solcher unvollkommen ausgesprochen und nicht sehr mannigsaltig erscheint (wie dies ebenfalls bei den genannten Steinen der Kall ist).

Vauquelin und Chladni halten die Substanz dieser Adern und Gänge für ganz homogen mit der Rindenmasse, inzwischen ergibt sich aus obigem, dass sie in der Farbe stark, in der Textur und übrigen Veschassenheit aber ganz und gar von dieser abweicht (wie sie denn auch gar keine Porosität und nirgend einen Übergang in die Steinmasse zeigt, welches beides, wenigstens nach meiner Ansicht hinsichtlich ihrer Entstehung und Vildung, so gut wie bei

der oberflächlichen Rinde der Fall sein müsste), dagegen ungleich mehr Ahnlichkeit mit der übrigen Steinmasse, zumal mit dem einen Gemengteile derselben erkennen läßt.<sup>96</sup>

96 Vauquelin erklärte die Entstehung dieser Abern und Gänge, nach obiger Voraussetzung und in Annahme eines mahren Schmeld-Prozesses zur Erzeugung ber Rinde (burch Erhitzung in der Luft mährend des Durchzuges und Niederfallens der Steine), wie jene der Außenrinde: durch Verbrennung des Eisens und Verschladung der Erden durch die atmosphärische Luft, welche durch einen Riff, den der Stein im Glüben bekam, und der nach der Sand wieder zusammengebaden wurde, in die Maffe eingebrungen war. Allein gegen diese Mutmagung streiten wenn man auch jene Annahme hinfichtlich der Bildung der Rinde im Allgemeinen zugeben könnte nur die erwähnte Verschiedenheit der Substanz dieser Abern von jener der mahren Rinde, sondern die gange Beschaffenheit und alle Eigenschaften jener, welche durchaus die Bee verbannen, dass sie, zumal späterhin, durch Riffe oder Sprünge der Steinmaffe entstanden sein können. So die Umstände: dass diese Gänge bisveilen nach allen Richtungen durch die gange Maffe durchsegen, daher diese an solchen Stellen notwendig zerfallen sein muffte; bagegen oft ganz in der Mitte mit gar keiner ober nur äußerst schwacher Berbindung nach Außen erscheinen, wo bemnach keine Luft eindringen konnte; oft nach Außen äußerst dunn, haarfein, im Berlaufe nach Innen aber bei einer Linie did, was gerade bei einem Risse umgekehrt sein musste; bald im ganzen Berlaufe von gleicher, bald von sehr und wiederholt abweichender Dide sich zeigen; daff sie ästig, verworren, beinahe ein Net bildend, sich durchfreugen, durchschneiben u. f. w., folglich einzelne Stüde umschließen, die fich hätten lostrennen muffen; daff viele zu fein für Riffe, nach der Beschaffenheit der Steinmaffe, auch oft zu grob - bis 3 Linien did von Außen der Riff nicht fichtbar geblieben sein oder das Stud fich nicht lofgetrennt haben sollte, u. f. w.

Chladni meint dagegen (wie bereitf oben bei Erflärung der fünften Zigur der vorhergehenden Zafel erwähnt worden ist), ef wären diese Gänge oder (nach seiner Ansicht) Lagen durch das zufällige Zusammentreffen und Busammenkleben bereits losgesprengter und ichon überrindet gewesener Bruchstude von Steinen, während ihres Rieberfallenf, mit ihren Klächen aneinander, entstanden. Allein außerdem, das (wie an jenem Orte bemerkt worden ift) ein solches Zusammentreffen nicht wohl denkbar, ein solches Zusammenpaffen, ein so festes, inniges Bereinigen und Jusammenkleben zweier, nach Ausbehnung, Bruch, Umriff u. f. w. gewiff oft ganz verschiedenartigen Flächen zweier Steine, oder — wie ef nach der negartigen Durchkreuzung jener Abern anzunehmen nötig wäre — der Flächen gar vieler Bruchstücke gleichzeitig, gar nicht begreiflich ist; so stehen mit dieser Meinung nicht nur alle obigen Bahrnehmungen, am offenbarsten wohl jene, dass diese Lagen nur selten nach allen Dimensionen des Steines gang durchsegen, oft gar nicht nach Außen irgendtwo anstehen, sondern gang im Mittel der Masse eingeschlossen find, — fondern insbesondere noch folgende im Widerspruche: die Feinheit und oft haarscharfe Gleichförmigkeit dieser Gänge, da doch die Bruchflächen und selbst die überrindete Oberflache der Steine immer sehr uneben sind, und die dünnste Rinde wenigstenf drei Mahl dider zu sein pflegt; dagegen oft wieder die Dide berselben, welche jene der gewöhnlichen Rinde bisweilen ums Sechsfache übersteigt; keine Spur von einer doppelten Schichte, die sich boch erkennen laffen muffte, wo fie von zwei überrindeten Flächen zusammen traf; keine Spur von Porofität oder vom Übergange der Massenteilchen der Substanz derselben in jene der übrigen Steinmasse, die sich doch an der Außenrinde so beutlich auswecken u. s. w. Übrigens kommt gegen beide Meinungen zu bemerken: dass biese Abern und Bange sich oft, selbst in einem kleinen Bruchstude, in solcher Menge finden, dass sie sich schlechterbings nicht von so vielen Riffen und Sprüngen, am wenigsten aber von ebenso vielen Absonderungen und Biedervereinigungen berleiten laffen, und daff sie sich, wie bereits oben bemerkt worden ist, gerade am bäufigsten und deutlichsten bei folden Steinen zeigen, die den festesten Robäsions-Justand und das bichteste Gefüge haben, bei welchen sich baber am wenigsten Riffe und Zertrümmerungen erwarten ließen, wie denn auch bei den meisten dieser Meteor-Massen gar keine ober nur eine geringe Vereinzelung Statt fand (fo fielen die Maffen von Ensisheim, Chantonnan, York — und diese trog ihrer bedeutenden Große — von Tipperary, Apt, Sigena, ganz und unvereinzelt, die von Laponaf, Charfonville, Liffa, nur alf zwei, drei oder vier Stüde herab); endlich, daff fie bisweilen in solchen Steinen vorkommen, bei welchen felbst die Augenrinde im Bangen nur wenig ober unvollkommen gewesen gu fein scheint (wie bei ben Steinen von Ensisseim und Chantonnay). Bigot de Moroques wollte gefunden haben, daff die Substanz dieser Bange (die er übrigenf für ganz verschieden von der Rinde hält), wenigstens in den Steinen von Charsonville, ein bedeutend geringeres spezifisches Gewicht bätte, als die übrige Steinmasse. Er fand nämlich jenef dieser legteren = 3,637, dagegen das eines Stückes, worin eine Aber von jener Substanz vorkam,

Ich wäre vor der Hand geneigt, die Entstehung dieser Abern und Gänge, hinsichtlich des Momentes, für ganz gleichzeitig mit der Bildung der übrigen Steinmasse und der Bildung und Ausscheidung ihrer Gemengteile, und, hinsichtlich der Art, für ganz gleichartig mit jener der übrigen Gemengteile, und insbesondere des noch mehr und bezeichneter ausgeschiedenen und in der Wesenheit noch weit mehr abweichenden olivinartigen zu halten; die Substanz derselben aber für homogen mit der Steinmasse, nur etwa mit einer kleinen Zustandsveränderung oder Modisitation in der Art der Ausschaug, und dieselbe überhaupt zum Teil mit dem olivinartigen Gemengteil, zum Teil mit jener Zustandsveränderung der Steinmasse, von der sogleich die Rede sein wird, für ein und dasselbe anzusehen.

Das andere Vorkommen der Steinmasse von ungewöhnlichem Ansehen sindet sich, wie es scheint, nicht minder häusig, und wo nicht immer, doch meistens auch bei jenen Steinen, wo obige Adern sich zeigen, so wie sich diese dagegen notwendig immer in irgendeiner Richtung zeigen müssen, wo jenes Vorkommen Statt hat. Es besteht dieses aber in einer mehr oder weniger dicken und massiven Schichte oder Lage, gewöhnlich aber nur in einem äußerst seinen und dünnen

bie, nach seiner Schähung, etwa  $\frac{1}{15}$  bes Ganzen betrug, = 3,635, und berechnet nach diesem (übrigens höchst geringen Abstand und nach einem Kalkül, gegen den sich viel einwenden ließe) das eigentümliche Gewicht derselben auf 3,592, und (auf gleiche Weise nach einer — wahrscheinlich des zufällig größeren Eisengehaltes wegen — höheren Gewichtsangabe der Steinmasse von Haup = 3,712) gar nur auf 2,457, und will darauf auf eine Ähnlichseit dieser Substanz mit der Rasse der Steine von Alais schließen. Die ossendar größere Dichtheit dieser Aber-Substanz gegen die übrige Steinmasse, bei übrigens ganz gleicher Beschaffenheit, gleichem Eisengehalte und s. w. machte mir jenen, dem an sich böchst unverlässlichen Kalküle zum Grunde liegenden, reellen Besund selbst höchst unwahrscheinlich, und ich wollte mich demnach durch eigene Wiegung ähnlicher Stüde von demselben Steine überzeugen. Ich fand das spezissische Gewicht eines  $27\frac{1}{2}$  Gran wiegenden, von Kinde sowohl als Ader-Substanz ganz freien Studes der Wasse eines Steines kinde, aber eine, über eine Linie breite, ganz durchsehnde Ader von jener Substanz einscholoss, die wenigstens  $\frac{1}{5}$  des Ganzen betrug (was demnach ein drei Mal so aussallendes Kesultat geben konnte, als das von Bigot de Worogues untersuchte), = 3,658.

Häutchen, oft nur zarten, durch die Steinmasse hie und da bisweisen selbst unterbrochenen Anfluge, von einer dichteren, scheinbar fremdsartigen Masse, welche in Gestalt von größeren oder kleineren, ganz unregelmäßigen, gar nicht scharf begrenzten Flecken, oder mehr oder minder breiten, bandartigen, oft sehr scharf abgeschnittenen Streisen auf einer Bruchsläche erscheinen, und bisweisen dieselbe ganz bedecken, und die — wie sich oft an derselben Bruchsläche, wenn sie groß und sehr uneben ist, noch mehr aber an entgegen gesetzen Bruchslächen eines größeren Stückes zeigt — ganz nach Art jener Adern und Gänge, und auf ähnliche Weise hinsichtlich ihrer Ausbehnung in Bezug auf das Innere und die Oberfläche des Steines, in verschiedenen, nicht selten sich durchsreuzenden und schneidenden Richtungen durch die Steinmasse durchsetzen.

Es zeigen diese Flecke und Streisen, wenn sie sehr dünn und zart, zumal anflugartig sind, die gewöhnlichen Unebenheiten der natürlichen Bruchsläche des Steines, und ziehen sich gleichförmig über dieselbe hinüber; wenn sie aber von einiger Dicke sind, erscheisnen sie ebener und glatter, und unterscheiden sich solcher Gestalt aufstallend von der übrigen Bruchsläche des Steines. Im ersteren Falle haben sie gewöhnlich ein streisiges, bisweilen selbst ein, mehr oder weniger deutlich ausgesprochenes, obgleich unvollkommen schiefriges Ansehen, das selbst die Steinmasse angenommen zu haben scheint; im letzteren aber eine Anlage zu blätterigen Ablösungen; in beiden Fällen endlich bilden sie mehr oder minder vollkommene, natürliche Absonderungsflächen, oder ähnliche Stellen, nach welchen sich der Stein auch leicht zu spalten scheint. Letzteres doch nur dann, wenn ein bedeutender Metallgehalt ins Mittel tritt. Die Masse selbst hat

im frischen Bruche, entweder, obgleich seltener, ein mattes erdiges, von der übrigen Steinmasse, zumal dem olivinartigen Gemengteil im unvollkommeneren Zustande, wenig verschiedenes Ansehen, und eine schiefergraue, ins Schwärzliche ziehende Farbe, meistens aber, und wie ef scheint, bei den an Gediegeneisen reichhaltigern Steinen, ein, wenigstens ganz oberflächlich mehr oder weniger metallisches, einiger Maßen dem Graphit ähnliches Ansehen, eine lichter oder dunkler eisengraue Farbe, und einen ziemlich starken, metallischen, flectweise schimmernden Glanz. Dieser Glanz rührt von wirklich metallischem Eisen her, das an solchen Stellen in dünnen, zarten Blättchen gleichsam angeflogen, indes dasselbe dort, wo diese Masse ein mehr erdiges, den übrigen Gemengteilen mehr ähnliches Ansehen hat, ebenso wie in diesen, körnig eingesprengt erscheint; auch zeigen sich, besonders an ersteren Stellen, sehr häufige Rostslede; vom olivinartigen Gemengteile im ausgesonderten, mehr oder weniger fugelicht begrenzten Zustande, konnte ich aber in keiner Art des Vorkommens dieser Masse eine deutliche Spur bisher finden.

Bisweilen erscheint diese Masse, zumal im erdigen Zustande, sleckweise und in kleineren und größeren, selbst in bedeutenden Partien von ansehnlicher Größe nach allen Dimensionen, ebenso wie der olivinartige Gemengteil, nur mehr unförmlich und nicht so scharf begrenzt, von der übrigen wie gewöhnlich gemengten Steinsmasse gleichsam abgeschieden, wie dies ganz besonders ausgezeichnet bei dem merkwürdigen, noch wenig bekannten Meteor-Steine von Chantonnan der Fall ist. Hier zeigt sich diese Masse, welche beinahe den größeren Teil der — jener der meisten Meteor-Steine (zumal jenen von Tabor, Barbotan u. a.) übrigens ganz ähnlich gemeng-

ten — Steinmasse ausmacht, von sehr dichtem, festem Gefüge, und sehr seinem, nicht unterscheidbarem Korne, von schwärzlich schiefergrauer Farbe, mattem, nur etwas schimmernden, erdigen, basaltähnlichen Ansehen, und ganz derb, im Ganzen von sehr sestem Jusammenhange mit der übrigen Steinmasse, nur hie und da mit einer schwachen Anlage zur schiefrigen Textur, oder stellenweis se zu schiefrigen Ablösungen, und gleich der übrigen Steinmasse mit zarten, stark glänzenden Metallteilden eingesprengt, sonst ganz gleichförmig. Und so erscheint dieselbe hier teils in größeren und fleineren Fleden, teils in schmälern oder breiteren Adern (ganz und in jeder Beziehung jenen anderer Meteor-Steine, zumal jenen der Steine von Charsonville ähnlich), teils aber in so großen, frei anstehenden Partien, dass man ansehnliche Bruchstücke rein von dieser Masse erhalten kann, die dann der übrigen gemengten Steinmasse von gewöhnlichem Aussehen, dem ersten Anblicke nach, so unähnlich sind, wie nur immer ein derbes Basaltstück einem feinkörnigen, eisenschüssigen Sandsteine sein kann, und die wohl niemand, dem bloßen äußern Ansehen nach, für Bruchstücke eines Meteor-Steines, am wenigsten aber für solche von diesem Steine erkennen möchte, wenn ihm nicht die Ahnlichkeit dieser Masse mit jener der Adern und Gänge in andern Meteor-Steinen, und das fleck- und partienweise Vorkommen derselben in diesem vorhinein bekannt ist. 97

Wo der Art Schichten, Lagen, Flecke oder Streifen dieser Masse durch Bruch oder Schnitt eines Stückes in irgendeiner Tiese

<sup>973</sup>ch fand das spezifische Gewicht jenes Teiles der Steinmasse dieses Steines von gewöhnlichem Aussehen = 3,440 bis 3,480 (das mir unerwartet gering vorkam); jenes des schen Anteiles aber = 3,490 (ein unbedeutender Unterschied, der wohl auch nur, wie bei den Abern im Steine von Charsonville, in dem verschiedenen Grade von Dichtheit beider Wassen seinen Grund haben dürste). Roch ist von diesem merkwürdigen Steine keine Analyse bekannt. Vauguelin soll seit lange schon die Absicht gehabt haben, sie vorzunehmen; auch habe ich meinem geehrten Freunde, Hrn. Prosessor Stromeyer, ein kleines Stud von beiden Wassen dieses Steines zu diesem Ende zugesendet.

quer getroffen werden, müssen an der Oberfläche notwendig Adern erscheinen, welche die Ausgänge derselben bezeichnen, und deren Mächtigkeit oder Breite demnach durch die Dicke, und deren Tiefe durch die Ausdehnung jener in die Breite bestimmt wird. Und aus dem, was vorhin von den Eigenheiten jener Adern und Gänge, und der Beschaffenheit ihrer Masse, und hier in denselben Beziehungen von diesem Vorkommen der Steinmasse bemerkt worden ist, und vollends auf den Modifikationen und Ubergängen, welche jener Stein von Chantonnay hinsichtlich beider zeigt: scheint sich wohl die Identität der Masse in beiden Arten des Vorkommens zu ergeben und die Schlufffolge ziehen zu lassen, dass demselben, so wie dem Hervortreten des olivinartigen Gemengteiles — der in seiner Wesenheit wohl auch nicht sehr davon verschieden sein möchte ein und derselbe Bildungs und Ausscheidungs-Prozest zum Grunde liege, der nur durch das, obgleich nur wenig abweichende quantitative Verhältnis der entfernteren Bestandteile der Steinmasse im Ganzen, oder etwa durch veränderte Nebenumstände abgeändert werden, und darnach jene mannigfaltigen Modifikationen veranlass sen dürfte.98

#### 7.1 Stannern.

Ein, bei 4 Loth wiegendes, auf drei Seiten (den Resten von drei verbrochenen ursprünglichen Flächen) mit Rinde — von der geswöhnlichsten Art und Beschaffenheit — bedecktes, frisches Bruchstück

<sup>98</sup>Es war zur Zeit nicht möglich, von dieser merkwürdigen Zustandsveränderung der Steinmasse der Meteorssteine eine befriedigende bildliche Darstellung für gegenwärtige Bekanntmachung zu Stande zu bringen. Sie soll bei einer künftigen Veranlassung wersucht werden.

eines — allem Ansehen nach — ursprünglich ziemlich groß gewesenen Steines von Stannern, welches mit unter denen war, die bei Gelegenheit der abgehaltenen Untersuchungs-Rommission von versschiedenen, gleich ansänglich in viele Stücke zerschlagenen Steinen, an Ort und Stelle erhalten, und welches, des ausgezeichneten Mensungkustandes der Steinmasse wegen, für die Sammlung bestimmt wurde.

Es zeigt dasselbe im Ganzen den, den Meteor-Steinen von Stannern eigentümlichen, lockern, ziemlich leicht zerreiblichen Rohäsions-Justand der Masse, 100 und auf der einen, hier vorgestellten, mit zwei Nändern an die Nindendecke anstehenden, sehr roh und grob erzeugten, frischen Bruchsläche insbesondere auf etwa  $1\frac{1}{2}$  Quadrat-Zoll Obersläche — bei einem sehr unebenen, unbestimmt ectige und ziemlich scharftantige Bruchstücke, andeutenden Bruch — den gewöhnlichen, seinen, undeutlich aufgesprochenen und verworrenen, aber ziemlich gleichsörmigen und innigen Aggregats-Justand; serner die eigene, teils bröcklig-körnige, teils gleichsam filzig-saserige Textur von äußerst seinem Korne, und endlich die, wie gewöhnlich, im Ganzen ziemlich gleichsörmig gemengte Steinmasse, von mattem, mehr oder weniger erdigen, rauen, magern, beinahe bimssteinartigen Ansehn, und teils

<sup>99</sup>Es sind nämlich auf einem Vorrate von 93 Stüden, zusammen an 46 Pfund wiegend, welcher teils unmittelbar bei Gelegenheit der Untersuchung an Ort und Stelle, teils nachträglich durch Vermittlung des k. k. Kreisamtes zu Iglau, und auf andern Wegen von diesem Steinfalle zusammen gebracht wurde, 22 Stüd und mehrere kleine Fragmente, zusammen nahe an 25 Pfund, und zwar eilf ganze, mehr oder weniger vollkommen überrindete Steine, und ebenso viele größere und mehrere kleine Bruchstude, für die kaiserliche Sammlung ausgewählt worden, insofern sie bemerkenswerte Abweichungen in der Große und Form, oder in der Veschaffenheit der Kinde und der Steinmasse zeigten.

<sup>100</sup> So daff sie beim schwächsten Versuche, Feuer zu schlagen, zerstiebt, und nähert sich hierin, in aufsteigender Progression — mit Ausnahme der Steine von Alais und Chassignn, die im Ganzen noch lockerer sind — jener der Steine von Eggenfeld, Mauerkirchen, Benares, Parma, Siena, welche letzteren unter diesen die dichtesten und festesten sind.

falkweißer, teils bläulichs oder perlgrauer Farbe, in welcher die Gemengteile zum Teil so undeutlich ausgesprochen und innig gesmengt, wenigstens so gleichförmig verteilt sind, dass keiner derselben vorzugsweise als Grundmasse betrachtet werden kann.

Der eine, mehr erdige, lockere und raue Gemengteil, von meisstens kalkweißer Farbe, welcher aller Analogie nach für die Grundsmasse angesprochen werden muss, seigt sich teils in pulverigen, sast staubartigen Punkten und sehr kleinen Flecken, teils in kurzen, schmalen, nach allen Nichtungen lausenden, silzigsaserigen Streifschen<sup>102</sup>; der andere, seskere, dichtere und mehr glatte Gemengteil dagegen, von lichter und dunkler bläulichsoder perlgrauer Farbe (welcher ebenso dem mehr oder weniger kugelichten — olivinartigen — Gemengteile anderer Meteorscheine entspricht), erscheint teils mehr oder weniger innig gemengt, teils mehr oder weniger scharf geschieden, und abwechselnd mit jenem, bald in ähnlichen, aber sessen und dichteren Punkten, kleinen Flecken, Körnern und kleinen Massen, bald, obgleich seltener, in ähnlichen, ebenso beschassenen Streischen; und beibe Gemengteile so, dass bald der eine, bald der andere von denselben, stellenweise mehr oder minder vorwaltet.

<sup>101</sup> Sowohl dem äußern Ansehen nach, das sich an einigen Stücken — wie selbst an diesem — durch stärkeres Hervortreten der andern Gemengteiles (welches sich am besten auf polierten Fläcken zu erkennen gibt) schon deutlich genug ausspricht, als nach den physsischen Eigenschaften und chemischen Bestandteilen, in welchen sich derselbe dem gleichnamigen und vollkommen als solchen ausgesprochenen in andern Meteor-Steinen, und zwar stussenweise und nachweisbar — ost an einem und demselben Stucke — (wie der nächst zu beschreibende Stein zeigen wird) nähert. Vielleicht hat der große Gehalt an Tonerde (7-9 bis 14 Perzent) und an Kalkerde (9 bis 12 Perzent), und der umso geringere an Talkerde (= 2) — wodurch sich diese Meteor-Steine so sehr von allen übrigen ausseichnen — die Ausstüllung oder Ausschedung dieses Gemengteiles — welchem vorzüglich Kiesels und Talkerde zusommen — verhindert.

<sup>102</sup> Dem äußern Ansehen nach haben biese Streischen einige Ähnlichkeit mit einer Art bes Vorkommens von Berners Schmelzstein, Dippre. Auch in den Steinen von Siena, Benares, Parma, zumal aber in jenen von Mauerkirchen und Eggenfeld, zeigt sich die Grundmasse stellens und partienweise von gleicher Beschaffenheit.

<sup>103</sup> Auf geschlissenen und polierten Flächen zeigt sich das Gemenge, nach dem verschiedenen Vorwalten des letteren Gemengteiles, bessen mehr oder minder scharfen Ausscheidung und Begrenzung, Gestaltung und verschiedenen Intensität der Farbe, teils Granits oder Porphyrsteils Marmorartig, und dieser Gemengteil fällt hier durch seine

An der einen Seite der vorgestellten Fläche dieses Bruchstückes aber erscheint dieser lettere Gemengteil als eine bedeutend große, dreieckige, gleichsam ausgeschiedene, isolierte Masse, obgleich nicht sehr scharf begrenzt, von beinahe lavendelblauer Farbe, und ein ganz ähnlicher, nur ungleich kleinerer, aber mehr dreieckiger und schärfer begrenzter Fleck zeigt sich auf der andern Seite. 104

Zum Teil mit freiem Auge, mehr aber doch mit Hülfe einer Lupe, entdeckt man in diesem Gemenge äußerst zarte, einzelne, matte, schwarze Körner<sup>105</sup> (wohl größten Teils Eisenornd, vielleicht auch Chromeisen), und ebenso zarte, aber hie und da zusammen gehäusete, mehr oder weniger glänzende Metallteilchen von zinkgrauer, teils ins Nötliche, teils ins Gelbliche fallender Farbe (Schweseleisen), siemlich häusig eingestreut; von regulinischem Eisen findet sich aber an diesem Stücke, so wie überhaupt in den Steinen

größere Dichte — die mit der Scharfe der Begrenzung der Massen und mit der Intensität der Farbe im Berhältnisse siehe — noch mehr auf, indem er, und zwar in denselben Graden, eine ziemlich gute Politur annimmt und einen etwas fettigen Glanz zeigt.

<sup>104</sup>Ich verweise auf das, was in Hinsicht der beiden erdigen Gemengteile und dieses seizer nistesondere, in der Einleitung zur Erklärung dieser Tasel im Allgemeinen vorgebracht worden ist, und bemerke hier nur noch, dass sich dieser unvollkommene Grad von Ausscheidung und Figurierung desieben ganz genau so, auch bei andern Meteor Steinen (z. B. bei seinen von Siena, Ensisheim, L'Aigle u. s. w.), und nicht selten in Berbindung mit vollkommeneren Graden von Ausbildung desieben sinde. Auch ist bemerkenswert, dass an einem kleinen, etwas über 4 koth wiegenden, beinahe ganzen, mit besonders dünner, nur wenig und weitsellig-aderiger Rinde bedesten Steine von Stannern, von welchem ein Stück abgebrochen worden war — die ganze Masse ausschließlich auf diesem letztern Gemengteile zu bestehen scheint, indem die ganze, doch bei  $1\frac{1}{2}$  Quadrat-Zoll betragende Obersläche der quer über den ganzen Stein ausgedehnten Bruchsläche ein ganz gleichsörmiges Ansehn hat, und einen sessen Kohäsions-Zustand, eine ebenso dichte, äußerst seinkörnige Textur, und eine licht lavendelblaue Farbe zeigt.

<sup>105</sup> Auch in dieser Beziehung verweise ich auf das, in Betress dieses siesen und unbeständigen Gemengteiles, oben in der Einleitung Gesagte, und bemerke nur, dass die Menge desselben auch hier nur höchst unbedeutend ist, und bei dem durch die Analysen ausgewiesenen Eisengehalte dieser Steine (mit Inbegriff des Schweseleisens = 27 bis 32 Perzent) kaum in Anschlag gebracht werden kann; dass übrigens die Atome davon keinesweges mit Ninde-Substanz verwechselt werden können.

<sup>106</sup> Von diesem Gemengteile finden sich an andern Stücken dieser Meteor-Steine nicht selten beträchtliche Partien und Massen (häusiger und ungleich größere als bei irgendeinem andern, mit Ausnahme jener von Parma, und etwa der von Benares, Mauerkirchen und Lissa eingemengt, wie bei Beschreibung eines zweiten, auf dieser Tasel dargestellten, und in dieser Beziehung besonders ausgezeichneten Bruchstückes, gezeigt werden wird.

von Stannern, keine Spur, 107 und eben so wenig eine Andeustung von Rostflecken, die (wie bereits oben erwähnt worden ist), wo nicht ausschließlich, doch vorzugsweise das mechanisch eingemengte Gediegeneisen und dessen Umgebung zu begleiten pflegen.

Von Abern und Gängen, oder von einer andern Zustandsversschiedenheit der Steinmasse (von welchen oben in der Einleitung zur Erklärung dieser Tafel die Nede war), zeigt sich an diesem Stücke ebenfalls keine Spur, und überhaupt zeigte, unter so vielen gesehenen Bruchstücken, nur eines das Vorkommen von ersteren in den Neteorschien von Stannern.

#### 7.2 Siena.

Dasselbe Stück von dem Steinfalle bei Siena in Italien, welches der ausgezeichneten Form wegen bereits auf der zweiten Zasel von einer andern Ansicht gegeben worden ist, von einer polierten frischen

<sup>107</sup> Dieser Mangel an Gediegeneisen, wodurch sich die Steine von Stannern mit jenen von Chassign, bisher auffchließlich (benn von jenen von Alaif ift ef zweifelhaft, und von jenen von Agen erwähnter Maßen unrichtig) von allen bisher bekannten Meteor-Steinen außeichnen, spricht sich auch durch das bedeutend geringere spezifische Gewicht auf (=3,1) bif (3,2), welchef nur bei jenen von Alaif noch geringer ift (=1,9); dagegen jenem der Steine von Benares, Eggenfeld, Parma, Siena, Mauerkirchen, als den, jenen von Stannern in jeder Beziehung nächst verwandtesten Meteor Steinen (wo dasselbe zwischen 3,3 und 3,4 schwankt) — die auch nur einen geringen Gehalt an Gediegeneisen zeigen — am nächsten kommt. Bei den meisten übrigen Meteor Steinen stebt dasselbe zwischen 3,5 und 3,7. Bom Ensisheimer ist das spezifische Gewicht mit 3,23 zu gering angegeben worden, wie nach der ausgezeichneten Dichtheit der Masse dieses Steines und dem nicht so ganz unbedeutenden Gehalt an Gediegeneisen zu vermuten war, und beträgt nach eigener Wiegung 3,480 bif 3,490. Eine merkwürdige Abweichung in dieser Beziehung zeigt die Masse der Steine von Chassigny, deren spezifisches Gewicht — bei gänzlichem Mangel an mechanisch eingemengtem Gediegeneisen, und selbst an Schwefeleisen — nach eigener Überzeugung, doch 3,550 beträgt.) Roch bestimmter äußert sich übrigens ber Mangel an Gebiegeneisen bei diesen Steinen von Stannern durch die gänzliche Unwirksamkeit der Masse sowohl als selbst der Rinde auf die empfindlichste Magnetnadel, die nur von letterer an einzelnen feltenen Punkten kaum merklich in Bewegung gesett wird, und auf der fein gepulverten Masse und Ninde nur äußerst wenige, einzelne mitrostopische Körnchen anzieht, die allem Ansehen nach Eisenopydul find. Da übrigens der Total Gehalt an Eisen der Steine von Stannern nach den Analysen Mosers, Klaproths und Bauquelinf zwischen 27 und 32 Perzent beträgt, das eingemengte Schwefeleisen im Durchschnitt nach einer oberflächlichen Schätzung kaum 5 Perzent ber Masse, bas ebenso vorhandene Ornd aber kaum so viel betragen kann; so muss ber größte Unteil bes Gehaltes in ben erdigen Gemengteilen chemisch gebunden (als Drud nach Moser und Bauquelin), oder in irgendeinem Zustande verlarvt enthalten sein.

Bruchfläche dargestellt, die mit zwei Rändern an die Außenrinde stößt, und, auf etwa 1 Quadrat-Zoll Oberfläche, bei vollkommener Abglättung, aber etwas matter und ungleichförmiger eigentlicher Politur, die innere Beschaffenheit der Steinmasse zu erkennen gibt.

Es zeigt dieselbe einen ziemlich sessen Kohäsions-Zustand, der jestoch — wie eine zweite frische, aber rohe Bruchsläche noch besser erkennen lässt — ziemlich nahe auf Zerreibliche grenzt, und einen, zum Teil mehr oder weniger seinen, hie und da etwas undeutlich ausgesprochenen, verworrenen, zum Teil aber einen sehr grobbröckligen, und sehr aussallend ausgesprochenen, breccieartigen, im Ganzen daher sehr ungleichsörmigen, aber ziemlich sessen Uggregatstustand; eine — abgesehen von dem breccieartigen Gemengteile — körnige Textur von äußerst seinem Korne, und im Ganzen eine merklich, obgleich nicht sehr start und etwas ungleichsörmig, vorwaltende Grundmasse von ganz mattem, erdigen Ansehen, und licht aschgrauer, aber mehr ins Schmußigs und GelblichsGraue als ins Bläuliche ziehender Farbe, welche dem andern Gemengteile, anscheinend, zum Zemente dient.

Sie unterscheidet sich demnach, außer der kleinen Verschiedensheit im Rohäsions-Zustande und der Farbe, von jener des vorigen Steines durch das mehr offenbare Vorwalten der Grundmasse, und durch ein, wenigstens zum Teil, deutlicheres Hervortreten des ansbern (olivinartigen) Gemengteiles.

Dieser erscheint nämlich hier, teils in eben so verschieden gestaleteten und eckigen, mehr oder weniger scharf — im Ganzen jedoch durchaus schärfer — begrenzten, ganz ähnlichen Flecken von vereschiedener Größe, derselben Dichtheit und Festigkeit, gleichen, obe

gleich meistens mehr ins Dunkle bis ins Dunkelblaue und Bräunlichund Schwärzlich-Graue ziehenden Farben-Tingirungen, und ähnlichem fettigen Glanze, wie die ausgezeichneteren Massen dieses Gemengteiles in jenem Bruchstücke, und überhaupt in den Steinen von Stannern; teils aber auch schon, wie in den meisten andern Meteor-Steinen, in größeren oder kleineren, rundlichten oder ovalen Massen von bestimmterer Absonderung und noch größerer Dichtheit, die demnach auf der rohen Bruchsläche unverbrochen, als erhabene Körner, zum Teil selbst als Kügelchen erscheinen. Mitunter zeigen sich der Art Massen, selbst schon von einigem Grade von Durchscheinenheit und von grünlich-grauer ins Lauchgrüne fallender Farbe, und Graf Bournon und Klaproth bemerkten selbst in Bruchstücken von Steinen dieses Herkommens ganz durchscheinende, ja vollkommen durchsichtige Körner von gelblicher und grünlich-gelber Farbe und sast vollkommenem Glasglanze. 108

Von den metallischen, dem bewassneten, so wie selbst dem freien Auge zwar deutlich erkennbaren, aber nur sparsam erscheinenden Gemengteilen zeigt sich der eine — das Gediegeneisen — nur in einzelnen, zerstreuten, meistens äußerst zarten Punkten oder Körnern, von licht eisengrauer, ins Silberweiße fallender Farbe, und skarkem metallischen Glanze, und zwar auf der rohen Fläche als kleine Zacken, auf der polierten als Punkte oder kleine, äußerst zart zackig gerandete Fleckhen; der andere — das Schwefeleisen — teils in ebenso zarten und zerstreuten einzelnen Körnern, teils

<sup>108</sup>So dass demnach dieser Gemengteil hier in allen Graden von Ausbitdung, Ausscheidung und Absonderung, von dem unvollkommensten, kaum von der Grundmasse unterscheidbaren Zustande, wie bei den Steinen von Stannern a potiori (und zum Zeil bei jenen von Parma, Ensisheim, L'Aigle u. a.), durch die vollkommeneren Mittelzustände, wie a potiori bei den Steinen von Benares, Timochin (Tabor, Barbotan, Sichstädt u. a.), bis dem vollkommensten, wie bei manchen andern Meteoresteinen (a potiori aber im sibirischen Sien), in Steinen von einem und demselben Ereignisse, zum Teil selbst in einem und demselben Bruchstücke vorkommt.

in kleinen Partien feinkörnig, und hie und da zu etwas größeren Massen bröcklig angehäuft, von zinkgrauer, bald ins Rötliche, bald ins Speisgelbe ziehender Farbe und ziemlich starkem metallischen Glanze.<sup>109</sup>

Von mechanisch eingemengtem Oxyde oder ähnlichen Partikelschen sindet sich nur äußerst wenig, und nur sehr wenige kleine Stellen von schmukig graulichsgelber, ins Bräunlichs und NötlichsGelbe verlaufender Farbe, geben die Gegenwart von Nostflecken zu erkennen.

Von Adern, Gängen oder einer anderweitigen Zustandsverändes rung der Steinmasse findet sich aber, weder an diesem, noch an irgendeinem der mehreren von mir gesehenen Bruchstücke von Steisnen dieses Herkommens, auch nur die entsernteste Andeutung.

## 7.3 Benares.

Ein ausgezeichnetes,  $4\frac{3}{4}$  Loth schweres Bruchstück eines, wahrscheinlich ursprünglich ziemlich groß gewesenen Steines von jenen, welche am 19. Dezember 1798, Abends, bei Krakhut in der Nähe von Benares in Bengalen gefallen sind, und welches die kaiserl. Sammlung 1807 von dem jüngst verstorbenen Charles Greville aus London zum Geschenke erhielt.

<sup>109</sup> Der geringe Behalt an eingemengtem, regulinischem sowohl als geschwefeltem, Eisen spricht sich übrigens sowohl durch das ziemlich niedere spezifische Gewicht (= 3,3 bis 3,4), als durch die äußerst Wirkung der Steinmasse auf den Magnet aus; inzwischen ist der Sotal-Behalt derselben an Eisen nicht unbedeutend, und beträgt nach Howard bei 35, nach Klaproth etwa 28 Perzent (als durch die Operation erhaltenes Oryd). Da nun, nach einer oberstächlichen Schätzung, das sichtlich eingemengte Gediegeneisen kaum 4 bis 6 Perzent, dass ebenso vorhandene Schwefeleisen aber nur wenig mehr betragen dürste, vom eingemengten Oryde sich aber nur wenig Spur sindet; so muss ein bedeutender Anteil jenes Gehaltes in den erdigen Gemengteilen chemisch gebunden oder verlarvt enthalten sein.

<sup>110</sup> Obgleich dieser Steinfall ziemlich bedeutend und ergiebig war, auch von ansässigen Engländern das Factum gleich an Ort und Stelle untersucht, bekannt gemacht und viele Steine nach Europa versendet wurden; so finden

Es ist dasselbe von einer der größeren, rohen Bruchslächen dargestellt, welche das Innere der Steinmasse auf einer Ausdehnung von etwa 2 Quadrat-Zoll Oberfläche, und auf  $\frac{1}{2}$ , 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Zoll und mehr Entsernung von der äußersten mit Rinde bedeckten Oberfläche des Steines zeigt.

Der Rohäsions-Zustand der Masse im Ganzen ist nur wenig sester und dichter als bei den Steinen von Stannern, und merklich geringer als bei jenen von Siena. Die Grundmasse für sich ist selbst ziemlich leicht zerreiblich, und zerstiebt beim Versuche, Feuer zu schlagen; übrigens ist sie sehr feinkörnig, doch minder so als jene der Steine von Siena. Der Aggregats-Zustand ist ziemlich locker, und bei weitem mehr als bei den Steinen von Stannern und Siena, da die Gemengteile größten Teils sehr ungleichartig sind, und der eine sehr ausgeschieden und meistens scharf abgesondert ist; übrigens sein sandsteinartig, hinsichtlich des einen; grob körnig und kugelicht, hinsichtlich des andern Gemengteiles; und im Ganzen von mandelsteinartigem Ansehen.

Die Grundmasse, die sich, obgleich sie nicht sehr bedeutend über die übrigen Gemengteile vorwaltet, doch als solche wegen der Ausgesschiedenheit und scharfen Begrenzung dieser, sehr deutlich ausspricht, und gewisser Maßen als Zement derselben erscheint — hat ein ganz mattes, erdiges, raues, mageres Ansehen, und eine sehr licht, nur etwas schmußig aschgraue, start ins Weiße fallende Farbe.

Der olivinartige Gemengteil, der beinahe fast die Hälfte der Steinmasse beträgt, erscheint hier auf der rohen Fläche in Gestalt

sich doch nur wenige Bruchstücke im Besitze bekannter Anstalten oder Sammlungen. So meines Wissens nur im Pariser Museum, im Mus. brit. zu London, in De Drées, Blumenbachs und Klaproths Sammlung, wohin sie wohl sämtlich durch Greville gekommen sind.

vieler, mehr oder weniger über die Oberfläche hervorragender, zum Teil kleiner und sehr kleiner, zum Teil aber auch bedeutend großer (von der Größe eines Hirsekornes oder kleinen Nadelkopfes bis zu der einer großen Erbse von  $1\frac{1}{2}$  bis  $2\frac{1}{2}$  Linie im Durchmesser, und selbst noch mehr), selten stumpfeckiger und bloß abgerundeter, gewöhnlich ovaler oder rundlichter, meistens aber vollkommen kugelförmiger Massen, wovon die kleineren und die minder scharf begrenzten und weniger kugelicht ausgeschiedenen fester und inniger von der Grundmasse eingeschlossen sind, und gleichsam in dieselbe übergehen, die größeren und vollkommen kugelicht abgesonderten aber bisweilen so lose sitzen, dass sie leicht aus derselben herauf fallen oder ausgebrochen werden können. Erstere sind gewöhnlich von Partifelden der Grundmasse eingehüllt, und haben demnach wie diese ein mattes, raues, erdiges Ansehen, und eine gleiche, nur etwas dunklere Farbe; lettere, zumal die vollkommen kugelichten dagegen, haben meistens eine ganz glatte, schwach und etwas fettig glänzende Oberfläche, und eine schiefers oder bräunlichsgraue, bisweilen schmuzig lauche oder olivengrüne Farbe. Gebrochen zeis gen erstere zwar ungleich mehr Festigkeit, Dichtheit und Härte als die Grundmasse, doch bei weitem nicht so sehr wie lettere, welche ziemlich leicht Funken am Stahle geben, und deren scharfkantige Bruchstücke selbst etwas das Glas riken, oder dasselbe wenigstens matt machen; auch zeigen diese einen vollkommenen, flachmuschelichen Bruch, indes jener der ersteren sich in verschiedenen Abstufungen aus dem erdigen durch den dichten und ebenen nur allmählich dems selben nähert. Nur wenige, selbst von den ausgeschiedensten, zeigen einigen Grad von Durchscheinenheit an den scharfen Kanten ihrer

Bruchstücke, alle aber im Bruche und auf einer geschnittenen und polierten Fläche — wo sie mehr oder weniger rissig und zersprunsgen erscheinen — nach den verschiedenen Graden ihrer Dichtheit, einen mehr oder weniger fettigen, oder doch schimmernden Glanz, und eine aus dem Grauen ins Lauchs oder schmukig Olivengrüne und ins Bräunliche ziehende Farbe. Dort, wo der Art vollkommen kugelichte und scharf ausgeschiedene Massen im Bruche ausgesallen sind, findet sich eine dem Volumen und der Form derselben entsprechende Grube in der Grundmasse, deren Wände, von übrigens mattem, erdigem Ansehen und weißlichsgrauer Farbe, verdichtet und gleichsam geglättet erscheinen.

Die Gediegeneisenteilchen zeigen sich beinahe noch sparsamer, aber in etwas gröberen Körnern und Zacken als an den Steinen von Siena, und ebenfalls von licht stahlgrauer, ins Silberweiße fallender Farbe und metallischem Glanze; die Ries-Partikelchen das gegen zwar ebenso sparsam in zerstreuten, zarten, glänzenden, meistens gelblichen Körnern, häusiger aber in größeren Partien feinkörnig, oder als größere Massen bröcklig (in etwas stumpstantisgen, minder spröden und leicht zerreiblichen Stücken) angehäust, und mehr von zinkgrauer, etwas ins Rötliche ziehender Farbe und schwächerem Glanze. Don Rostssechen zeigt sich kaum eine Spur

III So wie diese Steine einerseits durch die Beschaffenheit der Grundmasse — und in vielen andern Beziehungen — jenen von Siena (und noch mehr jenen von Mauerkirchen, Parma, Eggenseld) gleichen; so nähern sich dieselben andererseits durch die Art der Ausscheidung sowohl, als durch die Beschaffenheit des olivinartigen Gemengteiles — wenigstens in den hier einzeln vorkommenden niederen und mittleren Graden — den meisten übrigen Meteors Steinen, zumal jenen von Timochin (Eichstädt, Tabor, Barbotan u. v. a.). Aur die besondere Größe einzelner Massen desselben, und die vollkommene Ausscheidung und Absonderung einiger derselben auf der Grundmasse, ist diesen Steinen ganz eigentümlich, obgleich sich auch hierin jene von Weston denselben sehr nähern.

<sup>112</sup> Auch hier spricht sich der geringe Gehalt an Gediegeneisen (das kaum 3 Perzent) und an Schweseleisen (das höchstens das Doppelte von jenem betragen möchte) durch das geringe spezissische Gewicht (= 3,35) und durch den äußerst schwachen Magnetismus der Steinmasse im Ganzen aus; doch beträgt der Total-Gehalt an Eisen auch bei diesen Steinen nach Howard und Bauquelin 34 bis 38 Perzent.

(obgleich doch, und zwar schon vor eilf Jahren, eine Fläche des Stückes abgeschlissen und poliert worden war), und eben so wenig von deutlich eingemengtem Dryde. Auch von Adern und Gängen, oder einer sonstigen Zustandsveränderung der Steinmasse, findet sich durchaus keine Andeutung an diesem Stücke.

### 7.4 Timochin.

Ein charafteristisches Stück, 4 Loth 3 Quäntchen wiegend, von dem am 13. März 1807 bei Timochin (im Juchnow'schen Kreise, im Smolenst'schen Gouvernement) in Russland einzeln niedergesfallenen, bei 140 Pfund wiegenden Steine, <sup>113</sup> welches Klaproth von einem mir zur Ansicht mitgeteilten 18 Loth schweren Bruchstücke in seinem Besitze, abschneiden zu lassen gestattete, und der kaiserl. Sammlung gefälligst überließ.

Es zeigt dasselbe das Innere der Steinmasse auf einer geschlissenen und polierten, nur an einer Seite an Rinde anstehenden Fläche, von  $2\frac{1}{2}$  Quadrat-Zoll Oberfläche.

Der Kohäsions-Zustand der Masse im Ganzen ist nicht viel fester und dichter als bei den Steinen von Benares, aber inniger, wie es scheint, durch Vermittlung der so häusig eingemengten, rauen und zackigen Gediegeneisenteilchen, und vorzüglich der vielen Rostsslecke. Die Grundmasse für sich wäre, abgesehen von letzteren, auch wohl etwas zerreiblich; in jenem Zusammenhange gibt sie aber, wahrscheinlich doch nur mittelst des häusig vorkommenden olivinartigen Gemengteiles, ziemlich leicht Funken am Stahle. Übrigens ist sie

<sup>113</sup> Außer Ruffland dürften Bruchstücke von diesem Steine wohl sehr selten zu finden sein, und außer dem Klaproth'schen ist mir nur eines in Blumenbachs, und ein anderes in Chladnis Bestige bekannt.

nicht sonderlich feinkörnig, weniger beinahe als die der Steine von Benares.

Der Aggregats-Zustand ist, obgleich der olivinartige Gemengteil so häufig, und zum Teil eben so scharf begrenzt (aber lange nicht so abgesondert) und kugelicht (aber viel kleiner) ausgeschieden erscheint — und wahrscheinlich auch durch Vermittlung der Eisenteilchen und Roststlecke — viel inniger und fester, obgleich lange nicht so, wie bei andern Meteor-Steinen (z. B. jenen von Charsonville, Salés, selbst jenen von Siena, zumal aber jenen von Ensisheim, L'Aigle u. a.), mehr sandsteinartig, von gröberem und ungleichsörmigem Rorne, und — der geringen Menge und Rleinheit der weniger scharf ausgeschiedenen Massen des andern Gemengteiles wegen — mehr von klein porphyrartigem als mandelsteinartigem Ansehen.

Die Grundmasse, welche hier sehr stark vorwaltet, — obgleich sie sich, da sie sehr häusig und unmerklich in den andern Gemengteil übergeht, nur schwach ausspricht — hat ein ganz mattes und erdiges, aber kein so raues und mageres Ansehen, und eine aschgraue, nur wenig ins Bläuliche ziehende Farbe.

Der olivinartige Gemengteil, der, insofern er deutlich ausgesprochen erscheint, kaum  $\frac{1}{6}$  der ganzen Steinmasse betragen möchte, zeigt sich auf dieser polierten Fläche sehr ungleichsörmig zerstreut — aber ziemlich gleichartig, und nicht sehr abweichend in Größe, Gestalt, Dichtheit, Farbe und Glanz — in kleinen, sehr und ganz kleinen (selten von  $\frac{1}{2}$ , meistens nur von  $\frac{1}{4}$  Linie im Durchmesser und noch weniger), meistens rundlichten, selbst auch vollkommen kugelichten Körnern, von grauer, ins Lauchs und schmukig Olivens Grüne, oder ins Braune ziehender Farbe, und schwachem, fettigem

Glanze.

Ef sind diese Körner zwar scharf begrenzt und ausgeschieden, aber bei weitem nicht» so, wie wenigstens viele in den Steinen von Benares (selbst nicht wie manche in jenen von Beston; dagegen genauso wie die meisten in den Steinen von Eichstädt, Tabor, Barbotan u. a.), aus der Grundmasse abgesondert, sondern innig von derselben eingeschlossen und festsisend, so dass sie an rohen Bruchslächen nie ausgesallen oder ausgebrochen, aber auch nicht versbrochen, und mit rauer, erdiger Obersläche, mehr oder weniger halbsugelicht, hervorragend erscheinen. Sie sind etwas schwer zerssprengbar, zeigen einen dichten, ebenen Bruch, der sich mehr oder weniger dem flachmuschelichen nähert, und geben unbestimmt ectige, nur wenig scharffantige, meistens vollkommen undurchsichtige, oder nur schwach an den Kanten durchscheinende Bruchstücke.

Außer diesen einzelnen, durch Farbe und Schärfe der Begrensung mehr ausgesprochenen und auffallenden, sindet sich aber noch eine Menge ähnlicher, zum Teil noch weit kleinerer Körner, die aber nur auf der polierten Fläche als Punkte oder kleine und äußerst kleine Fleckhen zur Ansicht kommen, die sich von der Grundmasse — mit der sie innig verbunden sind, und in welche sie zum Teil überzugehen scheinen — bloß durch eine bald etwas lichtere, bald etwas dunklere Farbe, etwas mehr Dichtheit, durch ein seis neres Korn und durch ihre Figurierung — die durch eine mehr oder weniger scharfe, oft kaum merkliche Ausschlangslinie oder

Il4 Ihre Beschaffenheit ist in allen Beziehungen dieselbe, wie die der ähnlichen in den Steinen von Siena, Benares, und vielen andern (und selbst im sibirischen Eisen), einzeln und selten, in vielen andern Meteor-Steinen aber, als jenen von Eichstädt, Zabor, Barbotan u. a., häusig und vorwaltend in diesem Grade von Ausbildung vorkommenden Massen dieses Gemengteiles.

Begrenzung bestimmt wird — unterscheiden. 115

Der Gehalt an mechanisch und sichtlich eingemengtem Gediegeneisen ist bei diesen Steinen ausgezeichnet stark, und beträgt fast 20 Perzent, oder beinahe den fünften Teil der Steinmas se. 116 Die Eisenteilchen erscheinen auf den rohen Bruchflächen als einzelne, mehr oder weniger hervorragende, ziemlich starke, raue Zacken und Körner von eisengrauer Farbe und schwachem metals lischen Glanze, insofern sie nicht von erdigen Massenteilchen bedeckt sind. Auf der polierten Fläche zeigen sie sich sehr häufig und ziemlich gleichförmig verteilt, als mehr oder weniger zarte Punkte, als größere oder kleinere, meistens gezackte Flecke, und als mehr oder weniger gebogene, ästige und zum Teil zusammenhängende Linien und Adern, von sehr licht stahlgrauer, ins Silberweiße ziehender Karbe, und ziemlich starkem metallischen Glanze. Dagegen ist der Gehalt an Schwefeleisen höchst unbedeutend, und selbst auf der polierten Fläche kann man nur äußerst zarte, mikroskopische Punkte, die hie und da zu kleinen Fleden angehäuft sind, und sich durch eine Zinkweiße, etwas ins Gelbliche oder Rötliche fallende Farbe, und einen etwas schwächeren Glanz außeichnen, dafür erkennen. Besonders häufig aber zeigen sich die Rostflecke, so dass man sie nach Chladni allerdings für diese Steine (aber ebenso für die Steine

<sup>115</sup> Von eben der Beschaffenheit, wie dieser Gemengteil wieder einzeln in den meisten Meteor-Steinen, häufig und beinahe ausschließlich aber in andern (z. B. in jenen von Charsonville, Sales, Berlanguillas, Apt, York, Lissa u. a.) vorzukommen pflegt.

<sup>116</sup> Dieser beträchtliche Gehalt an Gediegeneisen, den Klaproth und N. A. Scherer, nach den Resultaten ihrer Analysen, auf beinahe 18 Perzent angeben, gibt sich auch durch das bedeutende spezisische Gewicht (= 3,700 — worin diese Steine wohl nur von jenen von Eichstädt übertrossen werden dürsten, und welchem sich jene von Tipperary, Tabor, Charsonville, Toulouse, Erzleben nur zu nähern scheinen —), und durch eine sehr starfe Wirfung auf den Wagnet zu erkennen. Klaproth gibt übrigens noch 25, Scherer  $17\frac{1}{2}$  Perzent als den Gehalt dieser Steine an orgbiertem Eisen an, dessen Vorhandensein ersterer den später, durch die Einwirfung unster Atmosphäre, entstandenen Rosssschaften zuschreibt.

von Eichstädt, Charsonville, Barbotan u. e. a.) als charakteristisch ansehen kann, indem sie beinahe die Hälfte der Steinmasse ausmaschen, und derselben ein ganz eigentümliches marmoriertes Ansehen geben. Sie sind übrigens hier sehr klein, zart, matt, erdig, und von besonders dunkler gelblichsbrauner Farbe.

Von Dryd oder ähnlichen Partifelchen zeigt sich keine deutliche Spur; eben so wenig von Adern und Gängen oder einer andern Veränderung der Steinmasse.

## 7.5 Charsonville.

Ein großes, 1 Pfund schweres Stück von einem der am 23. November 1810 in der Gegend von Charsonville bei Orléans (Departement du Loiret) in Frankreich niedergefallenen Steine, welches während meiner Anwesenheit in Paris (1815) auf mein Ansuchen und mit Genehmigung der königlichen Adminiskration des Museums der Naturgeschichte, von einem daselbst ausbewahrten Bruchstücke, <sup>117</sup> von 11 Pfund am Gewichte, abgeschnitten, und mir, nebst mehreren andern, für die kaiserliche Sammlung gefälligst mitgeteilt wurde. <sup>118</sup>

Es ist dasselbe, auf der zum Teil mit Rinde bedeckten, zum Teil verbrochenen, gewölbten Außenseite liegend, von der durch den Schnitt erhaltenen, ganz ebenen, aber noch unpolierten Fläche

<sup>117</sup>In dem, dem Werke Chladnis angeschlossenen Verzeichnisse der Meteor-Massen der kaiserl. Sammlung, ist aus Versehen dieses Vruchstück als ein ganzer Stein angegeben worden. Aus Vigot de Morogues verlässlichen Nachrichten über diesen Steinfall ergibt sich aber, dass dasselbe selbst nur ein Vruchstück, und zwar von dem einen größeren der niedergefallenen und aufgefundenen Steine war, dessen Gewicht bei 40 Pfund betrug, welches D. Pellieux zu Vaugenci an den damaligen Minister des Innern (Grafen Montalivet) einsendete, von welchem dasselbe an das königl. Museum abgegeben wurde.

<sup>118</sup> Obgleich dieser Steinfall hinsichtlich der Zahl der gefallenen Steine nicht sehr beträchtlich war, indem deren nur drei im Falle beobachtet, und davon selbst nur zwei aufgefunden wurden; so gehört er doch der Masse nach zu den bedeutenderen, da der eine der aufgefundenen Steine bei 40, der andere 20 Pfund wog. Indessen ist mir außer obigem geteilten Bruchstücke nur noch eines in De Orées, und ein zweites in Chladnis Bestennt.

dargestellt, die das Innere der Steinmasse auf einer Ausbehnung von ungefähr 4 Quadrat-Zoll, und, wo am dickten, in einer Tiefe von beinahe  $1\frac{1}{2}$  Zoll von der äußern Oberfläche des Steines, zur Ansicht bringt.

Der Rohäsions-Zustand der Masse ist sehr fest und dicht, so dass sie sich hierin den kompaktesten und härtesten Meteor-Steinen (jennen von Ensisheim, Erzleben, Chantonnan) nähert, indes sie doch nur etwas schwer Funken gibt. Der Aggregats-Zustand ist ebenfalls sehr sest und innig, und dabei auch sehr gleichförmig — da der olivinartige Gemengteil äußerst wenig, nur höchst unvollkommen und schwach ausgeschieden, und von der Grundmasse in allen Beziehungen nur wenig abweichend, und selbst sehr gleichförmig erscheint — und dicht sandsteinartig, von äußerst feinem, sehr gleichförmigen Rorne.

Die Grundmasse, welche hier besonders stark vorwaltet, und abgesehen von den eingemengten Metallteilchen, und ohne Lupe betrachtet, bis auf wenige Massen, in welchen sich der andere Gesmengteil etwas deutlicher ausspricht, beinahe die ganze Steinmasse zu konstituieren scheint, indem sie größten Teils allmählich und sehr unmerklich in jenen übergeht — hat ein ganz mattes, erdisges, aber, selbst auf rohen Bruchstellen, eben kein sehr raues noch mageres Ansehen, und eine aschgraue, nur wenig ins Bläuliche ziehende Farbe.

Der olivinartige Gemengteil erscheint darin nur sehr schwach und undeutlich ausgesprochen, in sehr sparsamen, einzelnen, zerstreuten, sehr und äußerst kleinen, oft kaum merklich ausgeschiedenen, oder doch nur sehr schwach begrenzten, meistens rundlichen oder ovalen, doch auch stumpfekigen Körnern, von mattem, erdigen Ansehen, und licht aschgrauer, gelblicher, bläulicher, nur selten bräunlicher Farbe. Die meisten dieser Massen unterscheiden sich bloß durch etwas größere Dichtheit, Feinheit im Korne, und durch ihren Umriss von der Grundmasse, und gleichen zum Teil vollkommen jenen, welsche in dem zuvor beschriebenen Steine von Timochin in ziemlicher Menge, einzeln aber in den meisten Meteor-Steinen, und zwar gesmeinschaftlich mit andern vorkommen, die in verschiedenen und weit höheren Graden von Ausbildung und Ausscheidung sich besinden. Rur sehr wenige davon zeigen sich an den rohen Bruchstellen als vollkommen ausgeschieden oder abgesondert von der Grundmasse, in Rugels oder Körnersorm, mit vorragender konverer Obersläche; die meisten sind mit der Grundmasse zugleich gebrochen, und zeigen nur einen dichteren, ebeneren Bruch.

Die Gediegeneisenteilchen werden durch ihre Menge und zum Teil durch ihre Beschaffenheit charakteristisch für diese Steine. Sie erscheinen nämlich äußerst häufig — so dass ihre Masse zusammen genommen, nach einer oberflächlichen Abschätzung, gut den vier-

<sup>119</sup> Benn das quantitative Verhältnis der nächsten Bestandteile von mehreren Meteor Steinen mit Verlässlichseit angegeben wäre; so ließe sich vielleicht — wie bereits oben erwähnt worden ist — mit einiger Gewissbeit nachweisen, das in demselben und nicht in bloßen Zustandsveränderungen der Steinmasse, der nächste Grund der ebenso auffallenden als mannigsaltigen Abweichungen in der Menge, Beschaffenheit und in der Art der Ausschlung und Absonderung dieses Gemengteiles liege, wie dies zum Zeil aus den vorhandenen Analysen hervor zu gehen schint. Von den meisten Meteor Steinen nämlich, in welchen dieser Gemengteil nur schwach und unvollkommen aussesprochen ist (wie z. V. in jenen von Stannern, Parma, Charsonville, Doroninst, L'Aigle, Enstsbeim), weisen jene einen verhältnisssäg geringeren Gehalt an Talkerde (nämlich zwischen 2 und 13 Perzent), und dabei einen nicht ganz unbedeutenden Gehalt an Thon- und Kalkerde (von ersterer 3 bis 9, von letzerer 4 bis 12 Perzent) aus; von jenen dagegen, wo derselbe häusiger, deutlich aussesprochen, oder in einem besonders hohen Grade von Ausbildung, oder vollends vorwaltend erscheint (wie in jenen von Eichstädt, Tabor, Benares, Eggenseld, Erzleben, Chassigny), einen weit größeren Gehalt an Talkerde (17 bis 21; 23; 26 bis 32 Perzent), aber keine Spur, oder boch nur äußerst wenig (1½ und ½ Perzent von jenen von Erzleben), an Thon- und Kalkerde. Die Steine von Thon auf 1, und von Kalkerde auf ¾ Perzent an.)

ten Teil des Ganzen betragen möchte<sup>120</sup> — höchst unregelmäßig zwar, aber doch ziemlich gleichförmig, und im Ganzen sehr dicht eingestreut, und auf dieser geschnittenen Fläche als etwas erhabene, äußerst zarte Punkte von licht eisengrauer Farbe und etwas mattem metallischen Glanze, die hin und wieder zusammen gehäuft und gewisser Maßen zusammen gestossen, mehr oder weniger Adern gleichende, nur selten und wenig zusammen hängende, gezackte, gekörnte und gleichsam geträufte, kleine Flecke oder Massen bilden, welche sich mit einem stählernen Instrumente sehr leicht breit und platt drücken und rizen lassen, und dann (wie an den roben Bruchstellen) einen höheren metallischen Glanz und eine stark ins Silberweiße fallende Farbe zeigen.

Von Riesteilchen findet sich dagegen nur wenig Spur in äußerst zarten Punkten, von etwas stärkeren metallischem Glanze, und eis ner aus dem Weißen ins Messinggelbe ziehender Farbe, und noch weniger von Ornden oder ähnlichen Partikelchen; umso häusiger erscheinen aber die Rostslecke, die durch ihre Menge sowohl — da sie der ganzen Obersläche ein zart marmoriertes Ansehen gesben — als durch ihre Jartheit und Farbe — indem sie meistens als einzelne, äußerst seine Punkte, die nur stellenweise in Flecke zusammen geslossen sind, und von einer eigenen graulichsgelblichen Farbe erscheinen — ebenfalls als charakteristisch für diese Steine angesehen werden könnten, insofern sie nicht späterhin und zufällig

<sup>120</sup> Bigot de Morogues schätzt den Gehalt auf 31 Perzent. Vauquelin gibt den Gehalt des von ihm analysierten Stückes im Ganzen mit 25,8 als regulinisch an (nach Kalkül, denn er hatte nach seinen Versahren alles Eisen daraus als Dryd im maximum, also etwa 36 Perzent erhalten). Es ergibt sich hieraus, dass der Total-Gehalt dieser Steine an Eisen eben nicht größer ist, als bei den meisten Meteor-Steinen, und dass, da sich dieser Gehalt, dem äußern Ansehen nach, schon in dem mechanisch eingemengten Gediegeneisen ausspricht, in diesen Steinen wenig oder gar nichts orgebiert, vererzt oder sonst verlarvt enthalten sein könne. Der starke Gehalt an Gediegeneisen bewährt sich überigens nicht nur durch das spezisische Gewicht (das — im Durchschnitt und mit Hinsicht auf Adern und Kinde — zwischen 3,6 und 3,7 fällt), sondern auch durch sehr starke Wirkung der Steinmasse auf den Magnet.

entstanden sind. 121

Das Merkwürdigste an diesem Steine, und weshalb auch dessen bildliche Darstellung versucht wurde, sind die Adern und Gänge von einer, scheinbar, fremdartigen Substanz, welche auf dessen Dberfläche erscheinen und die Steinmasse durchziehen, von welchen bereits oben in der Einleitung zur Erklärung dieser Zasel im Allgemeinen gesprochen wurde, und die bei diesen Steinen, zwar gerade nicht am häufigsten (denn ungleich häufiger zeigen sie sich bei jenen von Agen und Lissa), aber durch Stärke und Ausdehnung am ausgezeichnetsten vorkommen.

Es zeigen sich auf der geschnittenen Fläche dieses Stückes zwei solche Adern. Die eine davon geht von einem Rande des Stückes etwas schief quer über die Fläche zum andern, die aber beide nicht die Grenzen des ursprünglichen Steines und dessen Oberfläche bezeichnen, indem sie verbrochen und rindenlos sind. Sie ist an einem Ende bei  $\frac{5}{4}$  Linien breit, verschmälert sich allmählich, und läuft gegen das andere beinahe haarsein aus. Im Verlaufe macht sie nur einige schwache und kleine Viegungen, und erscheint bald breiter, bald schmäler, so dass sie an einigen Stellen  $\frac{1}{2}$ , gleich unmittelbar darauf schnell abnehmend, kaum  $\frac{1}{4}$  Linie breit ist, zeigt aber nur einen einzigen, zarten Seitenzweig im ersten Drittel ihres Laufes, der unter einem ziemlich spitsen Winkel von ihr ausgeht, schief vor

<sup>121</sup>Ef ist bemerkenswert, dass die Rostslede an diesem Stücke in einem Zeitraume von fünf Jahren, während welchem dasselbe der Luft, dem Lichte und selbst häufiger Betastung ausgesetzt war, sich gar nicht merklich vergrößert, vermehrt, noch in irgendeiner Beziehung verändert haben.

<sup>122</sup> Bigot de Morogues, welcher Gelegenheit hatte, Bruchstücke von beiden aufgefundenen Steinen zu untersuchen, bemerkte in dem einen zwar viele, aber äußerst zarte, dem freien Auge kaum sichtbare Adern, in dem andern mehrere, aber durchaus stärkere, und darunter eine von 1 bis 3 Linien in der Breite oder Mächtigkeit, und von sehr abweichender Dicke oder Tiefe. Haun und Bauquelin haben an dem großen Bruchstücke des Museums, welches mit letzterem Stücke Vigots von demselben Steine berstammt, nur eine Ader bemerkt, indes an dem hier beschriebenen, unmittelbar von ersterem abgeschnittenen Stücke, deren zwei vorkommen.

und aufwärts steigt, und sich sehr bald haarsein in die Steinmasse verläuft. In derselben Gegend zeigt sich ein ebenso zarter, aber uns ausgefüllter, leerer Riss oder Sprung in der Steinmasse, der quer vom Rande herkommt, und sich nahe an der Hauptader verliert, ohne mit ihr in Berührung zu kommen; ein zweiter ähnlicher zeit sich am andern Ende derselben, der eine Strecke weit schief einwärtsgeht. An beiden Rändern des Stückes, wo diese Ader ausgeht, und wo absichtlich ein kleines Stück abgeschlagen wurde, um den Verslauf in die Tiese zu verfolgen, zeigt sich, dass diese Ader eine an Breite oder Rächtigkeit den beiden Ausgängen entsprechende Lage bezeichnet, die in schiefer Richtung (unter einem Winkel von etwa 60° gegen die Obersläche) die Steinmasse auf eine Tiese von einem halben Zoll durchsett.

Die zweite Aber geht von demselben Rande aus, weicht aber im Verlause von jener ab, und zieht ebenfalls etwas schief und quer über die Fläche gegen einen andern Rand hin, wo wirklich von Außen Rinde ansteht, in welche sie sich verläuft. Sie ist beinahe durchaus im ganzen Verlause haarsein, nur in ihrer Mitte bildet sie gleichsam einen ovalen Bulst oder Vozen (2 Linien lang, 1 Linie breit), der durch einen quer aus der Mitte der Fläche herkommenden schwachen Riss etwas zerklüstet ist — und erscheint zwei Mahl etwas bogenförmig in entgegen gesetzen Richtungen geschwungen. Sie zeigt wohl hin und wieder eine Spur von Seitenzweigen, die von ihr unter verschiedenen Winkeln und in verschiedenen Richtungen ausgehen, und gegen einen Rand hin oder in die Steinmasse verlausen — sie sind aber mikrostopisch sein, so wie eine ähnliche Aber, die in geringer Entsernung von dieser,

und fast in paralleler Richtung mit ihr, frei mitten auf der Fläche eine Strecke fortläuft; dagegen findet sich ein Ret von ähnlichen Adern, gegen den einen Rand des Stückes, die teils von diesem, teils von jener Hauptader ausgehen, und ebenso wechselseitig gegen einander sich verlaufen, unter sich verzweigen, einmünden, und verschiedentlich sich durchschneiden und freuzen.

Alle diese Adern zeigen, sowohl auf der geschnittenen Fläche als an den, dieser entgegen gesetzten, frischen Bruchstellen, eine matte, schwärzlich bläulich oder dunkel schiefer-graue Farbe, durch welche allein sie sich von der übrigen Steinmasse unterscheiden. Die Substanz selbst ist gar nicht fremdartig, durch gar nichts von jener getrennt, sondern bloß durch die Farbe, durch diese aber scharf von ihr geschieden; im Gegenteil ist die Verbindung und der Zusammenhang mit derselben sehr fest und innig, so zwar, dass die Steinmasse beinahe leichter quer über als an und in der Richtung dieser Adern bricht, zumal wenn sie von einiger Dicke sind. Die Unebenheiten jener setzen sich ununterbrochen und in derselben Richtung über diese fort; der Bruch ist ganz derselbe, nur etwas dichter, und an einer, obgleich nur fleinen Stelle der breiteren Ader, zeigt sich eine Spur von unvollkommen schiefriger Textur, in perpendifulärer, aber etwas schiefer und gefrümmter Richtung. Es wirkt diese Ader-Substanz übrigens etwas skärker als die übrige Steinmasse, aber doch schwächer als die Außenrinde, auf die Magnetnadel, auch ist dicht an ihr und mitten in ihr, ebenso wie in der ganzen Masse, Gediegeneisen eingesprengt. Mit der Rinde des Steines hat sie weder der Farbe, noch weniger der Textur und übrigen Beschaffenheit nach, die geringste Ahnlichkeit. Von

einer anderweitigen, dieser Substanz mehr oder weniger ähnlischen Beschaffenheit der Steinmasse, von Absonderungsflächen oder metallischem Anfluge zeigt sich an diesem Stücke keine deutliche Spur. 123

### 7.6 Salés.

Ein charafteristisches Stück,  $2\frac{1}{2}$  Loth schwer, von dem am 12. März 1798 bei Salés (nicht weit von Ville Franche, Departement du Rhone) in Frankreich<sup>124</sup> einzeln gefallenen Steine, der ungefähr 20 bis 25 Pfund wog, welches die kaiserl. Sammlung der gefälligen Mitteilung des Marquis De Orée verdankt.

Es ist dasselbe von einer der größeren, abgeschlissenen Flächen dargestellt, die das Innere der Steinmasse auf einem Flächenraume von etwa  $\mathbf{1}_{4}^{1}$  Quadrat-Zoll, und auf wenigstens  $\mathbf{1}_{2}^{1}$  Zoll Entsernung von der äußersten Oberfläche des Steines zeigt, wo nämlich an einer Seite Ninde ansteht.

Der Rohäsions-Zustand ist beinahe eben so dicht und fest, wie am Steine von Charsonville; die Härte der Steinmasse im Ganzen doch bedeutend geringer, da sie nur schwer und schwach Funken gibt. Der Aggregats-Zustand ist zwar (des schon etwas häusiger und zum Teil mehr ausgesprochenen olivinartigen Gemengteiles wegen) im Ganzen gröber, doch beinahe eben so dicht und innig; die Textur von ebenso seinem und gleichsörmigen Korne, beinahe noch in einem

<sup>123</sup>An einem kleinen Stücke, daff ich selbst besitze, findet sich eine Absonderungsfläche mit metallischem, graphitähnslichen Anfluge, ganz von der Art, wie an den Steinen von York, Sigena, Laponaf zc.

<sup>124</sup> Der verzögerten Bekanntwerdung des Factums, die wir den späteren, eifrigen Nachforschungen des Marquis De Drée verdanken, und der Unbedeutendheit der niedergefallenen Masse ist es zuzuschreiben, dass nur mehr wenige Fragmente davon nachweisbar vorhanden sind, wovon sich eines im Mus. brit. zu London, aus Grevilles Bermächtnis, und ähnliche in De Drées, Blumnenbachs und Chladnis Bestie sich besinden.

höheren Grade, und die ziemlich stark vorwaltende, aber im Ganzen nur wenig durch die Gemengteile herausgehobene Grundmassen von mattem, erdigem Ansehen, und von licht aschgrauer, beinahe gar nicht ins Bläuliche fallender Farbe.

Der olivinartige Gemengteil erscheint darin weit häufiger als im Steine von Charsonville, und teils, und zwar größten Teils, in ganz ähnlichen, ebenfalls nur schwach und undeutlich ausgesprochenen, sehr kleinen, schwach begrenzten und innig mit der Grunds masse verbundenen, runden, ovalen, mitunter auch stumpfeckigen Körnern und Mandeln von mattem, erdigem Ansehen, und licht und dunkler aschgrauer, mehr oder weniger ins Bläuliche ziehender Farbe, die dem Ganzen ein schwach porphyrartiges Ansehen geben; teils aber auch, obgleich in einem nur geringen Verhältnis se, in einzelnen, kleinen und größeren, scharf ausgeschiedenen und begrenzten (zum Teil selbst durch eine zarte, vertiefte Linie von der Grundmasse abgesonderten), meistens vollkommen kugelichten (ganz jenen ausgesprochenern im Steine von Timochin und vielen von jenen im Steine von Benaref ähnlichen) Körnern, von dunfel bläulichgrauer, ins Lauchgrüne ziehender Farbe, etwas fettigem Glanze, größerer Dichtheit, Härte, rissiger Oberfläche u. s. w., die auch auf den rohen Bruchflächen als insitzende Rügelchen mit hervorragender konverer Oberfläche, auch wohl schon ausgebrochen, erscheinen.

Der Gehalt an Gediegeneisen zeigt sich dagegen ungleich gerinsger als am Steine von Charsonville<sup>125</sup> (Timochin u. v. a.), und

<sup>1253</sup>ch fand das spezifische Gewicht eines kleinen, rindelosen, und, nach möglichst genauer Prüfung, von größeren Gediegeneisenteilchen ganz freien Stücke = 3,434; da nun aber das in größeren Massen zerstreut eingemengte Gediegeneisen im Ganzen bald mehr betragen dürfte, als das zart eingesprengte zusammen genommen, und ersteres

die Eisenteilchen erscheinen größten Teils — außer in eben nicht sehr häufig eingestreuten, zarten Punkten und Körnern — von seltenerer Art des Vorkommens, nämlich in beträchtlicheren Massen, die auf der polierten Fläche als unregelmäßig gestaltete, eckige, zum Teil gezackte und kleinästige, scharf begrenzte, aber fest eingeschloßene Flecke von licht eisengrauer, stark ins Silberweiße fallender Farbe, und mit starkem metallischen Glanze sich zeigen, und wovon einer der größeren hier, von ovaler, etwas keilsörmiger Gestalt, 2 Linien in der Länge, und  $1\frac{1}{2}$  in der größten Breite mißt. 126

Riesteilchen lassen sich nur äußerst wenige, höchst zart einges sprengt und feinkörnig angehäuft, auf der polierten Fläche durch eine mattere, aus dem Zinkgrauen etwas ins Nötliche stechende, auf den rohen Bruchslächen aber durch eine glänzendere, und mehr ins Gelbe ziehende Farbe von jenen unterscheiden. In Von Drydstörnern zeigt sich keine Spur, und von Rostslechen nur äußerst wenig. Zarte, mikroskopisch seine, schwärzliche Adern durchziehen die Masse nach allen Nichtungen, ohne doch die Nänder, selbst dieser kleinen Fläche, zu berühren; von Absonderungsslächen oder einem metallischen Ansluge sindet sich aber an diesem Stücke sonst keine weitere Andeutung.

bemnach auf die ganze Steinmasse verteilt werden müsste; so möchte das das spezifische Gewicht wohl zwischen 3,5 und 3,6 anzuseken sein, welchem auch der wahre Total-Gebalt an Gediegeneisen, nach oberstächlicher Abschäung (= etwa 0,08 bis 0,10) entspräche. (Vauquelin erhielt bei der Analyse 38 Perzent als Oryd.) Abgesehen von den größeren Sisenteilchen ist die Wirfung der Steinmasse auf den Wagnet auch nur schwach, ebenso wie bei den Steinen von Lisa, stärter jedoch als bei ienen von Siena und Benares.

<sup>126</sup> De Drée fand in einem Stüde dieses Steines ein 24 Gran wiegendes Korn von Gediegeneisen.

<sup>127</sup> Ef ist dieser Kief sehr spröde, leicht zersprengbar, und lässt sich sehr leicht zum feinsten Pulver zerreiben, zeigt sich aber auch als solches ganz ohne Wirkung auf die Magnetnadel.

#### 7.7 Stannern.

Ein  $13\frac{1}{2}$  Loth schweres Bruchstück von demselben großen, ursprünglich bei 4 Pfund schwer gewesenen Steine von Stannern, von welchem, durch Zerschlagen der davon erhaltenen Hälfte, auch das oben beschriebene und Fig. 5 der vorigen Tafel abgebildete Stück erhalten worden war.

Dieses Bruchstück — von welchem hier des Raumes wegen nur ein Teil vorgestellt ist — zeigt auf seiner ganzen, bedeutend großen, rohen Bruchsläche von 5 Quadrat-Zoll Ausdehnung, an allen Rändern an Rinde anstoßend, das gewöhnliche, sehr zarte und seine, und hier ganz besonders gleichförmige Gemenge der beiden erdigen Gemengteile von ganz gleicher Textur und Beschaffenheit, nur dass sich der olivinartige etwas durch Farbe und größere Dichtheit unterscheidet, ohne sich jedoch durch eine bestimmtere Form oder schärfere Begrenzung außuzeichnen.

Das Merkwürdige an diesem Stücke ist der ausgezeichnete Gebalt an Schweseleisen. Es ist dasselbe hier nur wenig in zarten Punkten und Körnern eingestreut, dagegen an mehreren Stellen in beträchtlichen Massen eingemengt. Eine solche fast viereckige von Followentschung zeigt sich, und zwar ganz dicht, kaum auf 1 Linie Entsernung von der anstehenden Rinde an dem einen Rande, zerklüstet und in unregelmäßige, unbestimmt eckige, ziemlich scharfkantige Bruchstücke zersprungen und bröcklig angehäust, von körniger Textur, ziemlich dunkelgrauer, weiß schimmernder, ins Rötliche stechender Farbe, und mit schwachem metallischen Glanze. Un einer andern Stelle, ganz dicht an der Rinde, sindet sich

eine kleinere Masse, die zum Teil wie geschmolzen aussieht, von pfauenschweifigem Farbenspiele und etwas skärkerem Glanze.

# 8 Achte und neunte Tafel.

Der Zweck der bildlichen Darstellungen dieser Tafeln ist die Verssinnlichung des merkwürdigen kristallinischen Gefüges der vorzüglichssten Gediegeneisens Massen, deren meteorischer Ursprung teils faktisch erwiesen, teils höchst wahrscheinlich, ja unbezweiselbar ist, und deren Untersuchung in jener Beziehung mir bisher möglich war. 128 Es

<sup>128</sup>Es ist die Entdeckung dieser Eigentümlichkeit des Gediegeneisens, wahrhaft meteorischen Ursprunges, schon seit mehreren Jahren ziemlich befannt; benn herr Direktor v. Widmannstätten machte sie bereits im Jahre 1808 bei Belegenheit der ersten physischetechnischen Versuche, die er mit der Agramer Eisenmasse vornahm, und wir waren weit entfernt fie geheim zu halten, im Gegenteile ward dieselbe allen Wiffenschaftsfreunden gelegenheitlich mitgeteilt, und jene Maffe, an welcher (wie bereitf oben erwähnt wurde) eine bedeutende Fläche geätt worden war, um das Befüge darzustellen, bleib nach wie vor, und zwar seit 1809, mit den übrigen vorhandenen Meteor-Massen und der zahlreichen Suite von aufgewählten Stüden vom Steinfalle zu Stannern vereinigt, und alf eine für fich bestehende Sammlung abgeschlossen, am kaiserl. Mineralien-Rabinette zur öffentlichen Ansicht ausgestellt. Roch in demselben Jahre batte Berr v. Widmannstätten Gelegenheit, an einem ausgezeichnet schönen Ladenstüde vom sibirischen Eisen auf der Von der Rull'schen Sammlung — beren sachverständiger Besitzer sich sehr bereitwillig fand den Schnitt wund Schliff diesel fostbaren Stüdes zu gestatten, da ef damit von der andern Seite ein höheres Interesse gewann; im Jahre 1810 aber an dem Stüde vom Mexikaner Eisen, welchef die kaiserl. Sammlung eben durch Klaproth erhalten hatte; dann im Jahre 1812 an der großen Gediegeneisen Masse, welche vom Magistrate zu Elbogen in Böhmen an daf kaiferl. Naturalien-Rabinett abgegeben wurde; endlich 1815 an dem Stücke vom karpatischen Eisen, welches herr Baron v. Brudern dem kaiserl. Rabinette zum Geschenke machte — jene interessante Entdedung zu bewähren. Da fich jenef Gefüge auf ebenen und polierten Flächen bei der Behandlung durch Atzung in taftbaren, und zwar nach Maggabe der Dauer des Prozesses, in mehr oder weniger erhabenen und vertieften Figuren (en bafrelief) auffpricht; fo tam Gerr v. Widmannstätten gleich Anfangs, bei der Agramer Maffe schon, auf die alüdliche Bee, durch unmittelbare Abdrücke folder Flächen mittelst Druderschwärze — die Masse selbst gleich als natürliche Korm ober Stereotyp benügend — eine vollkommen getreue und leicht vervielfachbare Darstellung zu bewirken, und der gute Erfolg dieses Berfahrens veranlasste uns 1813, von der großen geätten Fläche der Elbogner Masse, welche das Gefüge besonders schön und deutlich zeigte, solche unmittelbare Abdrücke in hinlänglicher Menge abziehen zu machen, um sie als Belege zu einer Abhandlung zu gebrauchen, die wir damalf schon über diesen Begenstand aufwarbeiten und bekannt zu machen dachten. Allein Zeitumstände und Berhältnisse erschwerten unsere Arbeiten, die eine Reihe von mühsamen und ununterbrochenen Bersuchen und Untersuchungen notwendig machten, und brachten unf zulett — wie mirf 1809 mit meinen früheren ähnlichen Unternehmungen ergangen war ganz davon ab, so dass jene Autografe bis zu dieser Stunde, als sie endlich eine neue Veranlassung nur zu unvorbereitet und peremtorisch — anf Sageslicht ruft, unbenutt liegen blieben. Inzwischen wurde der Gegenstand durch mundliche Mitteilungen, zumal durch Fremde und Reisende, immer mehr und mehr befannter, und endlich, vorzüglich teilf durch Chladni selbst — der während seines Aufenthalts in Wien, im Krühjahr 1812, Zeuge unfrer früheren und damaligen Berfuche war — teilf auf deffen Anregung öffentlich zur Sprache gebracht; so äußerten herr Gubernialrat Neumann in Prag, auf bessen Beranlassung, bei Gelegenheit seiner Nachricht von ber Elbogner Maffe (1812, hefperuf, heft 9), und nach diesel letteren Mitteilung, Schweigger (1813, Journal für Chemie und Phyfit, Bb. 7) ihre, und Chladni felbft (1815, in Gilbertf Annalen, Bb. 50) feine Meinung und Erfahrung darüber, und auch unfer herr v. hammer erwähnte beffelben bei Gelegenheit einer Mutmagung über die orientalischen damagierten Mingen (1815, in den Fundgruben des Drients, Bd. 4, darauf im hesperuf Beft 9). Späterhin ward der Gegenstand vollends durch mich selbst in Gesprächen mit wissenschaftlichen Freunden, auf meiner Geschäftsreise nach Paris, 1815, in Deutschland und Frankreich verbreitet, und in der Folge durch Mitteilung von einzelnen Blättern jener autographischen Abbrüde an einige meiner Korrespondenten, dort und

zeigt sich dasselbe am schönsten und deutlichsten auf ganz ebenen, rein abgeschlissen und fein polierten Flächen solcher Massen — insofern diese nicht etwa durch künstliche Hike oder durch mechanische Gewalt vorher eine Veränderung erlitten haben<sup>129</sup> — wenn dieselben mit Salpetersäure<sup>130</sup> übergossen werden, und diese eine Zeitlang auf die Obersläche eingewirft hat.<sup>131</sup> Die Einwirfung geht gewöhnlich auf

auch England noch genauer bekannt, und veranlasste die Äußerungen Gillet de Laumonts (Jour. des Mines, Vol. 38, Sept. 1815), und Sömmerrings (in einer Vorlesung an der königl. Bayerischen Akademie der Bissenschaften im Februar 1816, abgedruckt in der Bibl. univers. T. 7, und in Schweiggers Journal für Chemie und Physik, Vd. 20), Schweiggers (in dessen Journal, Vd. 19), und Leonhards (in dessen Laschenbuche für Mineralogie, Vd. 12).

129 Wird nämlich ein Stück einer solchen Masse, und zwar bloß kalt und nur nach einer Nichtung mehr oder weniger platt gehämmert, dann erst abgeschlissen, poliert und geäßt; so zeigen sich auf licht stahlgrauem matten Grunde nur wellenförmige und verschiedentilch gebogene und gekrümmte, nach verschiedenen Nichtungen, und nur zum Teil parallel verlaufende, im Verlause sehr ungleich begrenzte, ost fledartig ausgebreitete, erhabene Linien, und unregelmäßige, mehr oder weniger zusammenhangende Winkelzüge von licht stahlgrauer, stark ins Silberweiße sallender Farbe und einigem Glanze. Wird ein solches Stück aber vollends heiß und nach verschiedenen Nichtungen gehämmert; so erscheint eine böchst unvollkommene und verworrene Zeichnung, von der sich zulest, bei fortgeseter ähnlicher Behandlung, alle Spur verliert, und die licht stahlgraue Obersläche durch die Einwirkung der Säure nicht verändert, sondern nur etwas, und zwar im Ganzen und gleichförmig, dunkler gefärbt und matt erscheint.

130 Schwefels und Salzsäure bewirken zwar dieselbe Erscheinung, aber nicht so vollkommen, und langsamer. Sehr konzentrierte rauchende Salpetersäure wirkt zwar schneller, aber oft zu tumultuarisch; man tut am besten, dieselbe, wenn man gerade nicht schnell und tief äben will, mit etwa zwei auch drei Teil Wasser zu verdünnen. Die zu äbende Fläche muss in eine sesse, vollkommen horizontale Lage gebracht, und mit einem, etwa eine Linie hochen Saum oder Nand von Wachs umgeben werden, damit die Säure nicht absließe, die doch ½ oder ½ linie hoch die Fläche gleichförmig bedecken soll. Wenn die Nbung etwas tief zu geschehen hat, so ist notwendig die Säure zu wiederholten Wahlen zu erneuern, und dabei ist es gut, wenn man unter einem die Fläche jedes Wal mit reinem Wasser abspüllt, auch wohl mittelst eines Pinsels oder einer seinen Würste abstreift, um sie von dem erzeugten Eisenorde, und dem, bei Verdünstung des Fluidums, darauf niedergeschlagenen salpetersauren Eisen zu reinigen, welche die Einwirkung der frisch aufgegossenen Säure verhindern würden. Soll die Abung sehr ties (d. B. ½ lis eines Eiseniersen verschlagen) seinder welche der eindersausen welche die einwirkung der frisch aufgegossenen Säure verhindern würden. Soll die Abung sehr ties (d. B. ½ lis Linie ties) eindringen; so fordert dies, auch bei jenem Versahren, mehrere Zage Zeit, und wenn man den Prozess beschleunigen will, muss die Wirtung der Säure außerdem noch durch Wärme, auch wohl durch Zusak von etwas Salzsäure, verstärft werden.

131 Eine Spur von dem Gefüge zeigt sich zwar schon, aber nur wie ein Hauch, und nur bei gewissen Wendungen gegen das Licht, auf einer Fläche die vorläusig auf dem Rohen geschlissen und adoucirt worden ist; sie verliert sich aber ganz wieder während des weitern Polierens, so dass eine vollends sein polierte Fläche, abgesehen von den durch Farbe, Glanz und Textur sich außeichnenden, zerstreut eingemengten Massen der heterogenen bröcklig-körnigen Substanz, ein vollkommen gleichförmiges Ansehen von licht stahlgrauer, mehr oder weniger ins Silberweiße fallender Farbe, und von ziemlich starkem, metallisch spiegelnden Glanze zeigt. Ausfallend und ausgezeichnet schön aber spricht sich das Gefüge auf solchen sein polierten Flächen aus, wenn man dieselben, wie Stahl, auf die gewöhnliche Art durch Erhitung blau anlaufen läste. Anstatt nämlich, dass dieselben mit den bekannten Farben, aus dem Goldzelben ins Beilchenblaue bis ins Dunkelblaue in allmählicher Progression nach der Dauer des Prozesses, gleichförmig anlausen, zeigen sie vielmehr diese Farben, wenn der Prozess bis zum Erschennen bes Blauen gekommen ist, alle zugleich, und zwar nach den verschiedenen Teilen des Gefüges, eine ähnliche Zeichnung wie die Abung hervorbringend. Die Streisen nämlich erscheinen purpurrot ins Blaue, die Zwischenselber oder Figuren bald auf dem Blauen, bald auf dem Rothen ins Goldzelbe (nach Glattheit oder Streisung derselben) verlausend, die Känder oder Einsassungslinien aber, so wie selbst die zartesten Schrassienien selbstanz

der Stelle vor sich, und nach wenigen Minuten schon, oft augenblicklich, zeigt sich das Gefüge in den gleich näher zu beschreibenden geraden Streifen und winkeligen Figuren, die sich aber noch gar nicht durch Erhabenheit und Vertiefung, sondern bloß, gleichsam als ein oberflächlicher Anflug, oder vielmehr wie angehaucht, durch Farbe und Glanz aussprechen; die Streifen nämlich erscheinen matt und von sehr licht stahlgrauer, die Figuren oder Zwischenfelder das gegen, welche von jenen begrenzt oder eingeschlossen werden, zwar ebenfalls matt, aber doch — bei schiefer Richtung der Fläche mit einigem Schimmer von ihrem Rande her, und von ziemlich dunkler, eisengrauer Farbe; die Ränder von beiden endlich sind von einer gemeinschaftlichen, zarten Linie eingefasst, die aber ebenfalls nur bei schräger Richtung und bei Wendungen deutlich sichtbar wird, und sich dann durch eine silberweiße Farbe, und durch einen starken, spiegelnden Glanz außeichnet. In größeren oder kleineren Rlüften, und in zarten, oft sehr feinen Nissen — welche sich ursprünglich schon und vor der Azung auf der Oberfläche zeigten aber auch häufig zerstreut eingemengt und fest eingeschlossen, in einzelnen kleinen und äußerst kleinen Partien bröcklig ober feinkörnig angehäuft, oft auch nur als einzelne zarte Körner eingesprengt in die übrige Metallmasse, erscheint eine andere metallische Substanz — insofern sie nicht hier und da durch Schnitt und Schliff der Fläche ausgesprengt worden ist — von ziemlich starkem Glanze und silberweißer oder zinkgrauer, bisweilen etwas ins Gelbliche oder Rötliche ziehender Farbe, auf welche die Säure schon etwas weniger als auf die übrige Oberfläche eingewirkt zu haben scheint.

endlich von etwas matter und ins Meffinggelbe fallender Farbe.

Wird die Uzung längere Zeit fortgesett, so erscheinen die einzelnen Teile des Gefüges nicht nur immer deutlicher, sondern alls mählich und immer mehr und mehr, und zwar in verschiedenen Graden vertieft, und es zeigen sich jene Streifen nun am tiefsten, die Zwischenfelder oder Figuren dagegen etwas weniger tief, des ren Einfassungslinien aber und die Massen jener bröckligskörnigen Substanz am erhabensten. Hat man demnach die Azung bif auf einen gewissen Grad<sup>132</sup> fortgesett; so ist die ganze Zeichnung eines unmittelbaren Abdruckes von der Fläche mittelst Druckerschwärze fähig, indem die erhabensten Stellen sich stark, die minder erhabes nen schwächer, die tieferen dagegen sich gar nicht ausdrucken, und da sie alle regelmäßig abwechseln und unter einander verbunden sind, so erhält man solcher Gestalt nicht nur eine ganz vollkommene und genaue Darstellung der geätzten Fläche, sondern auch ein treues Bild des natürlichen Gefüges der Masse, wie sich dasselbe durch die Akung auspricht. 133

 $<sup>^{132}</sup>$ Auf etwa  $\frac{1}{12}$  Linie der tiefsten Stellen. Ef darf natürlich dieser Grad nicht um gar viel überschritten werden, weil sonst die minder erhabenen Stellen im Verhältnis zu den erhabensten zu tief zu liegen kommen, und sich nur schwach oder gar nicht ausdrucken.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>Dbaleich die Möglichkeit des Borkommens von wahrhaft meteorischem Gediegeneisen ohne solchem Gefüge nicht geradezu in Abrede gestellt werden kann, zumal wenn dasselbe - was jedoch nicht wahrscheinlich ist - von einer bloken Zustands-Modifikation des reinen Metalle, und blok von einer regelmäßigen mechanischen Lagerung und Fügung der Grundteilden, nicht aber von einer besonderen und eigentümlichen, demischen oder mechanischen Berbindung mit andern Stoffen, einem eigenen Mifchungs und regelmäßigen Mengungs und Absonderungsverhältnisse abhängen sollte; so ist doch merkwürdig, dass dasselbe noch bei allen Gediegeneisen-Massen gefunden wurde, beren meteorischer Ursprung, wenn gleich nicht — so wie von der Agramer — faktisch erwiesen, aber doch der vollkommensten Ahnlichkeit wegen mit dieser und nach allen physischen und demischen Kriterien unbezweiselbar ist, und selbst bei den kleinen, mechanisch eingemengten Massen von Gediegeneisen in Meteor Steinen — insofern diefelben nur Größe genug hatten, um darauf ohne Beränderung ihrer Struftur (durch allzuftarke Fletschung 3. B.) unterfucht werden zu können — bagegen keine Spur davon bei solchen, die jenen Forderungen, eine ähnliche Berkunft zu bewähren, nicht vollkommen entsprechen, und die auch nur insofern noch ihres Ursprunges wegen mehr ober weniger für problematisch angesehen werden, als sie zum Teil an Orten gefunden worden sind, wo man keinen Brund hat natürliche Eisenlager in der Rähe, oder die frühere Eristenz von Eisenhütten zu vermuten, und ef sich zur Zeit nicht wohl begreifen läfft, wie sie bahin gefommen, ober durch welchen irdischen Prozest sie dort gebildet worden fein konnten: wie jene Maffen von Aachen, Mailand, Cilly, Ramfborf, Florac, u. m. a., die übrigenf aber auch def alf eigentümlich und charafteriftisch (obgleich wohl nicht minder unter gewissen Restriktionen) für jenen Ursprung angesehenen Gehaltes an Ridel ermangeln, und daher umso billiger bezweiselt werden. Indes waren

Die neunte Tafel zeigt nun einen solchen unmittelbaren Abstruck von einer großen, auf den gehörigen Grad geäßten Fläcke an der Eisenmasse von Elbogen, die ich ihres autographischen Vorzuges wegen, und da sie das zusammen geseßteste Gefüge zeigt, nach welchem sich jenes der übrigen Massen am besten vergleichend beschreiben lässt, als Norm wähle, obgleich dieses Vorrecht, an sich und der Folgerungen wegen, der Agramer Masse, als Prototyp, gebührte. 134

wir, tros wiederholten Versuchen, doch auch nicht im Stande, eine Spur jenes Gefügef an den uns zu Gebote stebenden Studen vom Rap'schen und dem Peruanischen Eisen zum Vorschein zu bringen, obgleich bieselben auf ganz verläfflichen Sänden erhalten worden find — so dass über deren Echtheit hinsichtlich ihrer Herstammung kein Zweifel Statt finden kann — und da doch über deren unbezweifelbar meteorischen Ursprung — für welchen selbst das andere als entscheidend betrachtete Kriterium, nämlich der Gehalt an Rickel, und zwar in einem ganz ähnlichen quantitativen Verhältniffe, und die meisten übrigen physischen und chemischen Eigenschaften, Bürgschaft zu leisten — vorlängst abgesprochen ist. Es frägt sich demnach noch, ob das Erscheinen dieses Gefüges als ein unbedingtes und beständiges Merkmal des meteorischen Gediegeneisens zu betrachten sei; und beinahe ebenso sehr steht ef in Frage, ob ef benselben, wenigstens strenggenommen, aufschließend zukomme. Denn einerseits läfft sich die Möglichkeit einer ähnlichen Zustands-Modifikation und einer gleichen Zendenz zur Kriskallisation, sowie eines ähnlichen Mischungs und Mengungsverhältnissef mit ähnlichen Stoffen (mit Schwefel zu Eisen- und Magnetkies; mit Kohle zu Stahl und Braphit; mit Silicium, Magnefium, und vielleicht felbst mit Nidel), je nachdem dieses over jenes als nächste Ursache jener Ersteinung zu Grunde läge, bei terrestristem und fünstlich erzeugtem regulinischen Eisen nicht läugnen, in Gegenteile beweisen ersteres deutliche Anzeigen eines und zwar ganz ähnlichen fristallinischen Gefüges, im Bruche mancher Robeisen-Stüde, letteres (nur wie es scheint, mit Ausnahme des Ridels zur Zeit noch) die Resultate mehrerer Analysen verschiedener Arten von Roh- und Frischeisen-Massen (man sehe was hierüber Herr Professor Haufmann in dem gehaltreichen Auffähe — Specimen Crystallographiae metallurgicae — vorgelesen im Mai 1818 in der königl. Gefellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, und abgedruckt in den neuern Schriften derselben, 280. 4, 1820, in beiben Beziehungen vorgebracht hat), andererseits zeigt beinabe jedes fünstliche Robeisen (so wie namentlich auch das Cillier, des Fundortes wegen für problematisch angesehene, metallische Eisen) eine, obgleich nur entfernt ähnliche, und keineswegt so regelmäßige Figurierung, und zwar stets und in mannigsaltig abweichenden Modifikationen, die sich auch nur schwach, bloß oberflächlich und gewöhnlich sowohl nach dem Schlisse als nach der feinen Politur, durch Ahung aber (unfern Erfahrungen nach) keinesweges wollkommener und en bastelief (wie auch Daniells Bersuche lehren — mit deren Resultaten man übrigens die unster Ahungsversuche mit dem Meteor Eisen verwechselt zu haben scheint — wohin wohl auch das, durch eine ähnliche Prozedur bewirkte und auf gleichem Prinzipe beruhende, Moirieren des verzinnten Blechef zu zählen sein durfte) ausspricht: inzwischen hat doch Billet be Laumont, feiner Berficherung nach, an einem Stude durch Runft geschmolzenen, reinen, regulinischen Gifen, von besonders deutlich blätterigem Gefüge (en grand lames), tiefe, glänzende Streifen (des strief profondes), die fich fogar ebenfo (?) und zwar unter gleichen Winkeln, wie am Elbogner Eisen, durchfreuzten, durch Ügung erhalten.

Nichts besto weniger dürste benn doch das Erscheinen jenes Gefüges von der Art und Beschaffenheit, wie es sich am Agramer Eisen, als Prototyp, und diesem ganz ähnlich, und mit nur sehr unbedeutenden Abweichungen bei der Böhmischen, Karpatischen und Mexikanischen derben Eisenmasse zeigt, für das Meteor-Eisen charakteristisch, und demselben ausschlichzlich eigentümlich sein, so wie dasselbe auf ein Mischungs und Mengungsverhältnis, auf eine Bereinigung und Absonderung von Bestands und Gemengteilen nach einem bestimmten Uffinitäts und Kristallissationsgesebe, und auf einen Prozess hinzudeuten scheint, auf welche wir von nichts ganz ähnlichem, auf unsern Planeten vorkommenden, nach Analogie schließen können.

<sup>134</sup>Es war nicht möglich, von dieser und den übrigen Gediegeneisen-Wassen, ähnliche, zur Bekanntmachung

Bei Betrachtung dieses Abdruckes fallen nun auf den ersten Blick oben erwähnte Streifen auf, welche, da sie auf der geäts ten Fläche die tiefsten Stellen ausmachen, hier unabgedruckt und weiß, und nur durch ihre Begrenzung — durch jene erhabenen Einfassungslinien — bezeichnet erscheinen, insofern nicht einige zart erhaben punktiert, gestrichelt oder gestreift vorkommen. Da sich diese Streifen häufig durchschneiden, durchkreuzen, und folglich sich wechselseitig und hinsichtlich ihrer Verteilung sehr unregelmäßig unterbrechen, so erscheinen sie von sehr verschiedener Ausdehnung in der Länge, und zwar hier von einer halben bis zu sieben Linien, und beinahe in allen denkbaren Zwischenmaßen; dagegen zeigen sie nur wenig Verschiedenheit in der Breite, die nur zwischen 1 und  $\frac{1}{2}$  Linie abweicht, und nur bei einzelnen wenigen  $\frac{3}{4}$  oder eis ne ganze Linie beträgt. Ben etwas genauerer Betrachtung findet man bald, dass diese Streisen regelmäßig und genau, aber uns gleich an Menge und ganz unordentlich in der Aufeinanderfolge, einer dreis und zum Teil einer vierfachen Richtung folgen; dass die nach einer Richtung gehenden unter sich einen vollkommenen Parallelismus beobachten, und dass sie sich nach diesen verschiedenen Richtungen regelmäßig und unter bestimmten Winkeln durchschneiden oder unterbrechen. Die eine dieser Richtungen geht (nach der Lage der Fläche, in welcher dieselbe hier vorgestellt ist — mit dem schmälern Teile nach oben —) vollkommen senkrecht. Die Streifen welche ihr folgen, scheinen von allen übrigen am häufigsten und am gleichförmigsten verteilt vorzukommen, sind auch unter sich

geeignete autographische Darstellungen ihres Gefüges auf der Stelle zu bewerkstelligen, indem die Zustandebringung viele Zeit raubend mechanische Vorarbeiten und Vorkehrungen notwendig gemacht hätte. Sie sollen für eine künftige Veranlassung vorbereitet werden. Vorläufig finden sich von denselben auf der achten Tafel mit möglichster Genausgkeit auf freier Hand lithographisch nach der Natur gesertigte Ropien.

am gleichförmigsten, die schmälsten, zartesten, und am schärfsten gerandet oder begrenzt. Die andere Richtung geht schief von der Rechten zur Linken abwärts, so dass die Streifen — welche im Ganzen minder zahlreich, ziemlich gleichförmig verteilt, aber ungleichförmiger unter sich, meistens länger und etwas breiter (so dass an Masse im Ganzen das ersetzt wird, was etwa an Menge gegen erstere gebrechen möchte), und nicht so schnurscharf gerandet sind — die ersteren meistens unter einem Winkel von 60° (nur selten unter einem merklich davon abweichenden und dann doch immer zwischen 56 und 65 fallenden Winkel) durchschneiden. Die dritte Richtung geht jener entgegen gesett, schief von der Linken zur Rechten abwärts, und die derselben folgenden Streifen sind noch weniger zahlreich selbst als lettere, dagegen meistens bedeutend länger, und im Durchschnitt auffallend breiter (so dass sich das Verhältnis der Masse gegen jene wieder außugleichen scheint), viel ungleichförmis ger verteilt, noch weit ungleichförmiger unter sich, weniger scharf und sehr ungleich begrenzt — so dass sie in ihrem Verlaufe nicht selten ungleich breit, hie und da bauchig und geschweift erscheinen — und sie durchschneiden die Streifen der senkrechten Richtung sowohl, als die der andern schiefen, unter ganz ähnlichen Winkeln wie diese jene, so dass durch ihre wechselseitige Durchkreuzung Dreiecke gebildet werden, die teils, und zwar meistens, vollkommen gleichseis tig, teils gleichschenklich (wo zwei Winkel gleich sind, z.  $\mathfrak{B}.=62$ zum dritten  $=56^{\circ}$ ), teilf, obgleich nur selten, ganz ungleichseitig find (z. B. mit Winkeln = 56, 60 und 64°). Außer diesen zeigen sich ähnliche Streifen, aber in ungleich geringerer Menge, meistens partienweise von 3, 4 bis 8 und 9 zusammen gereiht, dicht aneinander, und sehr ungleichförmig verteilt. Diese sind höchst ungleichförmig unter sich, bald kurz, bald lang, von 1 bis 6, und selbst von 9 Linien Länge, aber bedeutend breiter als alle vorigen, von  $\frac{1}{4}$  bis zu einer vollen Linie, im Verlaufe übrigens oft sehr abweichender Breite, und meistens sehr ungleichförmig begrenzt, so dass ihre Ränder oft sehr ausgeschweift und gebogen erscheinen. Ihre Richtung geht (bei obiger Lage der Fläche) schief von der Linken zur Rechten abwärts, also gleich jener der Streisen der dritten Richtung, aber nicht parallel mit dieser, sondern unter einem Winkel von beiläufig 27° mit derselben sich kreuzend, und demnach die Streifen der beiden übrigen Richtungen unter andern Winkeln als diese durchschneidend, woraus nun wieder mehr oder weniger ungleichseitige Dreiecke, und zwar von dreierlei Art erwachsen, die aber nicht zahlreich vorkommen, da der Streifen dieser Richtung verhältnismäßig nur wenige, und diese meistens partienweise zusammen gehäuft sind. 135

<sup>135</sup>Um sich eine deutliche Ansicht und eine leichte Unterscheidung dieser verschiedenen Streifen nach ihrem meist schnurgeraden, aber oft unterbrochenen Laufe, von den verschiedenen Richtungen welche sie verfolgen, von dem Parallelismus den sie hierin halten, und von ihren häufigen Durchtreuzungen, zu verschaffen; tut man am besten, wenn man alle Streifen einer jeden Richtung, ihrem ganzen Verlaufe nach, mittelft eines Linealf mit verschieden gefärbten Zeichenstiften (Vastel- oder Wachs-Crayons) überfährt; so wie, um sich eine möglichst genaue Vorstellung von der Form der Dreiede und der Beschaffenheit der Winkel zu verschaffen, wenn man einige dieser solcher Gestalt gefärbten Streifen über den Abdrud hinausieht, und so weit verlängert, bif sich alle, ihrer Richtung nach entgegen gefetten, außerhalb def Abdrudef wechselseitig durchkreuzen. Man erhält solcher Gestalt, und zwar nach einem beliebig großen Maßstabe, viererlei Dreiede; nämlich: auf der Durchkreuzung der drei ersteren, regelmäßigen und fast ganz beständigen Richtungen, ein meistens mehr oder weniger vollkommen gleichseitiges Dreied mit Winkeln von 60° (und wenn man will und mit Präzision verfährt, auch alle kleinen Abweichungen davon, die sich jedoch ziemlich auf Dreiede mit Winkeln von 62, 62 und 56°, ober 60, 64 und 56° beschränken), und dann aus der Durchkreuzung der Streifen der vierten unregelmößigern Richtung mit je zwei und zwei der vorher gehenden, dreierlei mehr oder weniger ungleichseitige und ungleichschenkliche Dreiecke (meisten mit Winkeln = 95, 60, 25 ober 98, 55, 27; ferner = 25, 120, 35 oder 30, 115, 35; endlich 60, 85, 35 oder 65, 76, 39°. — Abweichungen, die übrigens bei oft mangelhafter Schärfe der Streifen und unmöglich zu erreichender Präzision in der Darstellung und Messung, wohl mehr von der Unvolltommenheit der Bestimmung, alf von der Unregelmäßigfeit des Gefüges berrühren möchten). Die Rhomben und Erapegen, die durch einzelne Streifen entstehen, welche, einem der Schenkel jener Dreiede parallel, diese durchschneiben und Segmente berselben bilben, zeigen dem ursprünglichen Dreiede entsprechende Binkel und Binkel-Supplemente; demnach bei solcher Durchschneidung vollkommen gleichseitiger Dreiecke — die hier am häufigsten vorkommen — ein Winkel Supplement von 60, folglich Winkeln von 120°, wie sie Gillet de Laumont, Leonhard, Schweigger u. a. bemerkt haben.

Bei weiterer Betrachtung des Abdruckes bemerkt man serner häusige, größere und kleinere, sehr ungleichsörmig verteilte und unregelmäßig zerstreute, meistens dreieckige, bisweilen aber auch rhomboidale oder trapezoidale (keineswegs aber vollkommen vierseckige — wie zum Teil behauptet wurde — als welche bei dieser Struktur nicht wohl vorkommen können) Figuren, Felder oder Zwischenräume, welche durch die Durchkreuzung von 3 oder 4 iener Streisen verschiedener Richtungen, oder durch das Zusamsmenstoßen zweier Oreiecke, gebildet werden, und notwendig gebildet werden müssen, insofern nicht iene Streisen — was bisweilen der Fall ist — dicht an einander stoßen, und solcher Gestalt gar keisnen, wenigstens keinen dem freien Auge ausfallenden, Zwischenraum lassen.

Die Form der Dreiede und die Beschaffenheit ihrer Winkel entspricht jenen regelmäßigen Richtungen und den oben angegebenen Durchkreuzungspunkten der Streisen, und die der Rhomben und Trapezen jenen Dreieden, insosern diese durch einzelne, irgendeiner jener Richtungen parallellausende Streisen wieder durchschnitten, oder in Abschnitte geteilt worden sind. Es erscheinen diese Figuren oder Felder hier nicht nur im Umrisse, indem sie von jenen, ihnen sowohl als den Streisen als gemeinschaftliche Scheidewand dienenden, erhabenen, und folglich im Abdruck erscheinenden Linien begrenzt werden, sondern selbst ihrer Dbersläche nach, obgleich etwas schwächer ausgedruckt, und zwar glatt und gleichsörmig, oder mehr oder wenig — und in diesem Falle etwas stärker ausgedruckt — mikrostopisch zart punktiert, gestrichelt oder gestreist, und dies zwar in verschiedenen, ost sich durchkreuzenden, aber stets ihren Rändern

oder den Einfassungslinien und den angrenzenden Streifen parallel laufenden Richtungen.

Ferner bemerkt man, hie und da zerstreut, zwischen und auch oft mitten in den Streisen, mehr oder minder stark abgedruckte, größeste oder kleinere, ganz unregelmäßig und verschieden gestaltete Flecke und Punkte, welche ähnlichen Erhabenheiten der Metall-Masse auf der geäßten Fläche, und jenen bereits erwähnten, mechanisch eingesmengten Massen der heterogenen bröckligskörnigen Substanz entsprechen.

Endlich zeigen sich in diesem Abdrucke ziemlich häufige (wohl zwischen 50 und 60) und dem Anscheine nach ganz unregelmäßig zerstreute, mehr oder weniger flekartige, oft ziemlich große, 2, 4, 6, 8 bif 12 und 16 Linien lange, und  $\frac{(2-3)}{12}$  und  $\frac{1}{2}$  bif 2 Linien breite, meistens gegen beide Enden spik zulaufende Striche, welche die Oberfläche in sehr verschiedenen Richtungen, doch, wie ef scheint, nicht ganz und gar unabhängig von jenem regelmäßigen Gefüge (indem doch wenigstens drei Richtungen vorherrschen, nach welchen auch diese Striche einen Parallelismus zeigen, obgleich kaum eine davon mit einer der Streifen koinzidiert), durchkreuzen. Es erscheinen diese Striche hier größten Teils ober ganz unabgedruckt, und nur im Umrisse durch die begrenzende, abgedruck Umgebung angedeutet — indem sie beträchtlich tiefen, leeren Rissen entspres chen, die sich, wie bereits oben erwähnt wurde, in der Metall-Masse selbst, schon vor der Azung der Fläche vorfanden — und nur zum Teil fledig oder punktiert, insofern diese noch mit Brödeln und Körnern obiger heterogener Substanz, die durch den Schnitt und Schliff nicht vollends ausgesprengt wurden, stellenweise ausgefüllt find. 136

Diese verschiedenen Teile in welchen sich das Gefüge durch den Abdruck ausspricht, zeigen sich nun auf der geäßten Metall-Fläche selbst, von folgender Beschaffenheit.

Die nach den vier Richtungen gehenden Streifen erscheinen bei diesem Grade von Übung als die tiefsten Stellen (jene Risse auf genommen, die aber nicht durch die Übung zum Vorschein gebracht worden sind), und zwar alle von ganz gleicher Tiefe; die Ränder aber, die im Abdrucke deren Kontur gaben, am erhabensten, als Leisten oder dünne Zwischenwände, durch welche jene unter sich so wohl als von den Figuren oder Feldern geschieden erden, und die deren, nun zum Teil ausgeäßte, Substanz begrenzen und gleichsam einfassen, daher wir sie Einfassungsleisten nennen wollen.

Die vertiefte Oberfläche, oder die rückständige Substanz dieser Streisen, hat ein etwas raues, unter dem Mikroskope gleichsam flachnarbiges oder platt runzlicht faltiges Ansehen, eine Zinkweiße Farbe, und einen schwachen metallischen, etwas seidenartig schimmernden Glanz; die Leisten dagegen sind vollkommen glatt, und haben eine licht stahlgraue, stark ins Silberweiße ziehende Farbe, und einen sehr starken, spiegelicht metallischen Glanz.

Einige (obgleich hier nur wenige) dieser Streifen erscheinen teils durch einzelne wenige, und dann ziemlich starke, teils aber auch durch sehr viele, dicht an einander gereihete, und dann mehr oder weniger zarte, oft mikroskopisch seine, bisweilen bloß auf zusammen gereiheten Punkten oder kurzen Strichelchen zusammen

<sup>136</sup> Ein besonderer Abdruck von der geschnittenen und polierten Fläche vor der Äbung, gab ein reines und deutliches Bild dieser, die Gleichförmigkeit und Homogenität der Metall-Masse unterbrechenden Striche, und von deren Beschaffenheit, Verteilung und Nichtung.

gesette, oft im Verlause aussetne, abgebrochene, erhabene Linien — die unter sich sowohl als den Einfassungsleisten parallel, aber nicht vollkommen geradlinig, sondern meistens etwas gebogen oder sast wellenförmig verlausen — der Länge nach gestreist. Es haben diese Linien, die wir zum Unterschiede Streisungs — oder besser, zumal sie eine entsprechende Wirtung hervor bringen — Schrassierungsleisten nennen wollen, gleiche Höhe mit den Einfassungsleisten (daher sie auch im Abdrucke erscheinen), mit welchen sie selbst ihrer Substanz nach von ganz gleicher Veschassenheit zu sein scheinen, wie sie denn auch dieselbe Vestimmung haben, indem sie ähnliche Streisen begrenzen, nur dass diese oft so mitrostopisch zurt sind, dass iene Leisten sich fast berühren.

Die Felder oder Figuren, welche zwischen jenen Streifen liegen — durch deren Zusammenstoßen und Durchkreuzen sie gebildet werden — erscheinen zwar ebenfalls tiefer als die Einfassungsleisten — die zwischen ihnen und den Streifen gleichsam die gemeinschaftsliche Scheidewand bilden, und daher im Abdrucke auch zugleich die Form und Begrenzung jener bezeichnen — aber bei weitem nicht so tief geätt wie die Streifen, wie sich denn auch ihre Oberslache, zumal wenn diese rau oder gestreift ist, bei einem gewissen Grade von Atzung, obgleich schwächer als die Einfassungsleisten, abdruckt.

Es haben diese Felder eine eisengraue Farbe, ein ganz mattes metallisches Ansehen, und teils eine glatte, teils aber, und zwar durchaus oder nur zum Teil, meistens gegen die Winkel zu, eine raue, mikroskopisch sein gekörnte Obersläche; sehr viele aber has ben dieselbe ganz, oder zum Teil, zart erhaben gestreift. Diese Streifung (Schraffierung) wird, so wie vorhin bei den Streifen

bemerkt wurde, durch ganz ähnliche, aber gewöhnlich äußerst zarte und mikroskopisch seine, mehr oder weniger, doch meistens sehr dicht aneinander gereihete, erhabene Linien oder Leisten hervorgebracht, die, bei ihrer Menge und Zartheit, mittelst ihres Glanzes diesen Keldern oft einen seidenartigen Schimmer geben. Es laufen diese Schraffierungsleisten aber auf den einzelnen Feldern nur höchst selten bloß nach einer Richtung (wie dies bei den Streifen der Fall ist), sondern gewöhnlich erscheinen sie partienweise, und zwar parallel unter sich sowohl als mit ebenso vielen Seitenrändern, nach zwei oder drei Richtungen, die sich im Kleinen ebenso und unter ähnlichen Winkeln durchschneiden und durchkreuzen wie die Streifen im Großen (daher eine wahre Schraffierung bewirken). Sehr oft sind diese Leisten nicht nur einzeln oder partienweise solder Gestalt unterbrochen, sondern sie selbst seten oft auf, und lassen einen glatten Zwischenraum, oder erscheinen bloß als in eine Linie gereihte Punkte oder Strichelchen. Beinahe jedes Feld hat seine eigentümliche Schraffierung, ohne Bezug auf die nächstliegenden. Jene vertieften Streifen scheinen eine vollkommene Trennung oder Isolierung zwischen denselben zu bewirken. Es scheint dieselbe übris gens von den Rändern der Felder oder von den Einfassungsleisten ber ausgegangen zu sein, wenigstens zeigen sich hier immer die meis sten Leisten, auch wenn sich im Mittel oft gar keine finden und sie selbst nicht weit hinein reichen, sondern als abgebrochene Strichelchen an einem der Ränder erscheinen; inzwischen zeigt sich doch auch oft im Mittel eines Feldes die Streifung fleckweise unterbrochen; so dass z. B. mitten in einer Partie senkrecht laufender Leisten ein Fleck von ganz unregelmäßiger Form von solchen einer schiefen Richtung vorkommt. In manchen Feldern erscheint die Streifung nur in Gestalt zarter, mikroskopisch seiner, mehr oder weniger dicht und anscheinend ganz unordentlich zerstreuter, noch gar nicht in parallele Linien und nach einer bestimmten Richtung gereiheter, erhabener Punkte. Die glatten Felder erscheinen etwas tieser geäßt, zumal aber ist ihr Mittel bisweilen grubenartig vertiest, gleichsam eingesunken, indes sich der Rand allmählich gegen die Einfassungsleisten zu erhebt.

Die im Abdrucke bemerkten größeren und kleineren, unregels mäßig gestalteten und zerstreut in und zwischen den Streisen ersscheinenden Flecke und Punkte, zeigen sich hier als erhabene Massen, und zwar größten Teils von gleicher Höhe mit den Einfassungsleissten, mitunter aber auch etwas tieser, und daher und überhaupt bei näherer Betrachtung der Oberfläche noch ungleich häusiger als im Abdrucke, so dass die Masse ganz damit durchsäet erscheint, aber in allzu zarten Körnern, als dass sie, oft ihrer Erhabenheit ungeachtet, durch den Abdruck bemerkbar werden konnten. Die Substanz derselben zeichnet sich von der übrigen Metall-Masse durch ein bröckligstörniges, oder doch rissiges Aussehen, eine matte, dunkeleisengraue, im Schlisse aber hier stark und beinahe ganz rein ins Silberweiße fallende Farbe und starkem spiegelnden Glanze aus.

Uhnliche, aber meistens mehr vertiefte, und daher im Abdrucke nur im Umrisse und undeutlich erscheinende, und größten Teils rundliche oder ovale Flecke von verschiedener, zum Teil bedeustender Größe (von  $\frac{1}{4}$  bis über 2 Linien im stärksten Durchmess

<sup>137</sup> Um eine deutliche Vorstellung von der merkwürdigen Beschaffenheit der Oberfläche dieser Felder zu verschaffen, ist eine start vergrößerte Darstellung mehrerer derselben durchaus notwendig, welche nebenher in dieser Zwischenzeit mit der gehörigen Genauigkeit zu Stande zu bringen ich nicht vermochte.

fer), zeigen sich ziemlich häufig und ganz unordentlich zerstreut, aber scharf begrenzt, zwischen den Streisen und Feldern gleichsam wie eingeknetete oder eingekeilte Massen oder Körner von matter, schwärzlich eisengrauer, durch den Schliss nur wenig veränderter Farbe, glatter Oberfläche und einem Ansehen, das zwischen jenem der Substanz der Felder und jener bröckligstörnigen gleichsam das Mittel hält.

Die beim Abdrucke erwähnten fleckartigen Stricke erscheinen hier als wahre Risse und enge Rlüfte, die zum Teil ziemlich tief (oft über eine Linie), teils senkrecht, teils schief in die Masse eindringen, und die schon ursprünglich vorhanden waren und nicht erst durch die Übung hervor gebracht worden sind; dagegen ist wohl durch den Schnitt und Schliss der Fläche die ursprünglich in denselben enthalten gewesene, bröckligs körnige Substanz — die mit jener in einzelnen Körnern zerstreut eingesprengten von ganz gleicher Beschassenheit ist — vermöge ihrer Sprödigkeit und bröckligen Anhäufung, mehr oder weniger ausgesprengt worden, und die Risse erscheinen daher stellenweise leer und im Abdrucke demnach bloß nach ihrem, von den angrenzenden erhabenen Teilen bestimmten Umrisse, oder nur sleckweise ausgestruckt.

Eine auf der achten Tafel gegebene, mit möglichster Genauigkeit auf freier Hand lithographisch nach der Natur kopierte Darstel-lung eines auf ähnliche Art und in einem gleichen — zum Abdrucke geeigneten — Grade geäßten Plättchens von der Agramer Eisen-masse, zeigt ein ganz ähnliches Gefüge, nur mit folgenden kleinen Abweichungen. 138

<sup>138</sup> Die Beschreiung ist teils von diesem Plättchen, teils von einer auf der Masse selbst geätzten Fläche (deren oben

Die Streifen zeigen sich nämlich hier nur nach drei Richtungen, und zwar in den drei regelmäßigeren, nach welchen sie vollkomsmen parallel verlausen, und zwar so, dass sie sie hunter Winkeln von beiläusig 56, 50 und 74° kreuzen; die der vierten Richtung sehlen ganz und gar, und es finden sich demnach, als durch sie gebildete Zwischenselder oder Figuren, nur einerlei, und zwar mit äußerst wenig Abweichung, ungleichschenkliche Dreiecke, und, auf deren Verbindung und Durchschneidung, Rhomben und Trapezen, ebenfalls von wenig Abweichung und mit leicht zu bestimmenden, jenen obiger Oreiecke entsprechenden Winkeln. Die Zeichnung erscheint solcher Gestalt viel einsacher, gleichsörmiger, und zum Teil regelmäßiger, als bei der Elbogner Masse.

Die Streisen selbst, die im Ganzen jedoch merklich minder zahlereich, dagegen aber etwas stärker und breiter als an jener Masse vorkommen — daher das ganze Gefüge ein etwas gröberes Ansehen hat — sind übrigens ebenso ungleichsörmig verteilt, und die einer Richtung auf ähnliche Art partienweise zusammengehäuft, und nach diesen Richtungen, mit aussallender Übereinstimmung, ebenso an Menge und Masse abweichend, wie an jener; auch durchschneiden und unterbrechen sie sich in einem ähnlichen Grade, und erscheisnen demnach im Ganzen von ähnlicher Länge, nur, wie bemerkt, im Durchschnitte von etwas stärkerer Breite — doch so, dass die breitesten kaum  $\frac{1}{2}$  Linie erreichen — und mit einer ähnlichen und übereinstimmenden Abweichung in derselben nach der verschiedenen Richtung, zeigen aber nach beiden Dimensionen etwas mehr Gleichsförmigkeit.

bei Beschreibung der Masse Erwähnung gemacht wurde), von 6 Quadrat-Zoll Ausdehnung, genommen.

Auf der geätzen Fläche selbst zeigen diese Streifen eine etwas minder raue und narbige oder faltige, bisweilen sogar eine ganz glatte Oberfläche, eine mehr ins Silberweiße fallende Farbe, das gegen etwas weniger Glanz als die der Elbogner Masse, erscheinen aber häufiger übrigens ganz auf ähnliche Art schraffiert, und die erhabenen Ränder oder Einfassungsleisten weniger silberweiß, mehr stahlgrau, und etwas schwächer glänzend.

Die Zwischenfelder oder Figuren haben hier eine etwas dunklere, mehr schwärzlich-graue Farbe, sonst dasselbe Ansehen und dieselbe Beschassenheit wie jene der Elbogner Masse, nur dass sie im Durchschnitte seltener und meistens nur teilweise, gewöhnlich auch bloß nach einer Nichtung — einer Einfassungslinie parallel — gestreift, das gegen häusiger rau und zurt gekörnt und nur selten ganz glatt vorkommen, daher auch die meisten nicht bloß im Umrisse, sondern mit ihrer ganzen Obersläche im Abdrucke ausgedruckt erscheinen. Merkwürdig ist, dass einige, zumal kleinere, solche Felder ebenso erhaben, glatt und glänzend wie die Einfassungsleisten, von ganz gleichem Ansehen und gleicher Beschassenheit, und gleichsam mit denselben zusammen gestossen erscheinen, als wenn ihre Substanz in diese übergegangen wäre.

Flede und Punkte von der bröcklig-körnigen Substanz in den Streisen zeigen sich, sowohl im Abdrucke als auf der geäßten Fläche, im Ganzen nur sehr wenige, und ebenso sinden sich auch wenigere eigentliche Risse, dagegen mehr fleckartige, sehr unregelmäßig und unordentlich zerstreute, zum Teil ziemlich große, mehr oder minder mit solcher Substanz — die aber hier eine mehr Zinkweiße und etwas, teils ins Messinggelbe, teils ins Rötliche fallende Farbe hat

— aufgefüllte Klüfte.

Von der besonderen, in rundlichen Massen gleichsam eingekeilten metallischen Substanz, findet sich hier keine deutliche Anzeige.

Auf derselben Tafel findet sich eine auf ähnliche Art versuchte Darstellung einer ebenso geäßten Platte von der Eisenmasse von Lénarto, welche in Vergleichung mit beiden vorigen folgende Absweichungen im Einzelnen des Gefüges zeigt. 139

Die Streifen erscheinen hier ebenfalls nur nach drei Richtunsen, die sich aber unter ganz andern Winkeln, nämlich meistens und mit kaum merklichen Abweichungen von beiläufig 77, 77 und 26° kreuzen, und daher gleichschenkliche, aber lang gezogene und scharf zugespiste Dreiecke, und diesen entsprechende rhomboidale und trapezoidale Segmente zu Zwischenfeldern haben. Die Zeichnung ist demnach ebenfalls einsacher und gleichsörmiger, und selbst noch mehr als an der Agramer Masse, da die Anzahl der Streisen im Ganzen noch bedeutend geringer ist und diese noch weit seltener durch Risse und Klüste unterbrochen werden.

Die Streifen selbst, da sie im Ganzen ungleich weniger zahlreich sind, durchschneiden sich weit seltener, sind demnach um so länger, so dass die meisten von 6 bis 7, viele selbst von 12 bis 15 Linien Länge erscheinen; inzwischen sinden sich doch auch viele  $\frac{3}{4}$ , 2 bis 4 Linien lang. Sie haben dabei eine ungleich stärfere Breite als an den beisden vorigen Massen, die meisten zwischen  $\frac{(7und9)}{12}$  bis zu  $1\frac{3}{12}$  Linie, daher das Gefüge im Ganzen noch ein ungleich gröberes Ansehen hat, als das der Agramer Masse. Sie sind übrigens etwas gleichstörmiger verteilt, oder, wenigstens den verschiedenen Richtungen

<sup>139</sup> Auch diese Beschreibung ist nicht bloß nach der vorgestellten Platte, sondern nach noch zwei, in verschiedenem Grade geäßten Flächen, von 12 Quadrat-Boll Ausdehnung, an großen Stücken von dieser Masse abgefasst.

nach, weniger partienweise zusammen gehäuft, dagegen bei weitem weniger scharf begrenzt, und selten geradlinig, sondern meistens bauchig und geschweift und oft wie ausgeslossen; so dass viele der kürzeren, bei ihrer Breite, oft als Flecke erscheinen und dadurch die Regelmäßigkeit des Gefüges stören.

Auf der geäßten Fläche haben diese Streisen ein beinahe durchaus ganz glattes, gar nicht narbiges oder faltiges, sondern nur disweilen ein etwas streisiges Ansehen, eine zinkgrauliche, mehr ins Bläuliche als Weiße ziehende Farbe, und einen etwas stärkeren, und zwar schimmernd seiden-fast atlasartigen, metallischen Glanz. Nur wenige erscheinen gestreist, und diese nur zum Teil und durch einzelne, weit abstehende und abgebrochene Schrasserungsleisten; dagegen sinden sich in denselben einzelne Körner und Massen jener bröcklig-körnigen Substanz, von allen Größen und Gestalten, als erhabene Punkte, Flecke, Winkelzüge, Linien, eingewachsen und selberweiße fallender Farbe, mit starkem, bei schiefer Richtung, metallisch spiegelndem Glanze. Die Einsassungsleisten haben hier eine etwas matte, stahlgraue Farbe.

Die Zwischenfelder oder Figuren, welche hier ungeachtet der gestingeren Anzahl der Streifen, wegen gleichförmigerer Verteilung derselben, verhältnismäßig häufiger und aus denselben Gründen bei weitem größer, eben deshalb aber auch seltener als Dreiecke, mit oben angegebenen Winkelmaßen, sondern meistens in rhomboidalen oder trapezoidalen, oft sehr kleinen, Segmenten derselben erscheinen — sind beinahe durchgehends, und zwar äußerst zart und dicht, gewöhnlich nach zwei auch drei, den Seiten parallelen Richtungen,

und mit all den, oben bei der Elbogner Masse bereits erwähnten, Modifikationen, teilweise, zumal an den Rändern, oder durchaus schraffiert, oder doch durch ebenso zarte mikroskopische Punkte rau. Da jene Schraffierungsleisten und diese Punkte erhaben sind, so erscheinen auch alle diese Felder — und daher weit mehrere als an beiden vorigen Massen — nicht bloß im Umrisse (durch die Einfassungsleisten), sondern mehr oder weniger, ihrer ganzen Oberfläche nach, im Abdrucke ausgedruckt, und da jene Leisten und Punkte eine glänzende, ins Silberweiße fallende Farbe haben, so geben sie ihrer Menge, Zartheit und Dichtheit wegen, der Oberfläche dieser Felder, die an sich matt und dunkel eisengrau wäre, ein ähnlichef Ansehen und einen seidenartigen Schimmer, wodurch selbst die ganze Fläche ein lichteref und glänzenderef Aussehen bekommt. Nur einzelne wenige und meist sehr kleine Felder zeigen sich, auch unter dem Mikroskope, ganz glatt, und dann etwas vertieft, wenigstens im Mittel, und von matter, dunkler, selbst schwärzlich-grauer, oft ganz schwarzer Farbe. Größere Klüfte oder Risse, welche mehr oder weniger mit jener bröcklig-körnigen Substanz ausgefüllt wären, finden sich hier beinahe gar nicht; dagegen — obgleich nicht so häufig wie im Elbogner Eisen, dafür aber in größeren Partien (von 4 bis 5 Linien im Durchmesser) — jene dichte, harte, schwärzliche eisengraue metallische Substanz in rundlichten oder ovalen (hier bisweilen länglichten und linienförmigen) Massen fest eingeknetet, und gleichsam eingekeilt. Merkwürdig ist, dass diese für sich scharf begrenzten Massen (hier wenigstens besonders deutlich) fast durchaus und rings um ihren Rand von einem schmalen, aber ungleich breiten Saume von jener körnigsbröckligen Substanz, von gewöhnlicher

Beschaffenheit, Farbe und Glanz, umgeben, eingefasst und durch denselben von der übrigen Metall-Masse fast vollkommen geschieden sind. 140

Dieselbe Tafel gibt ferner eine ähnliche Darstellung einer ebenso geätzten Fläche an dem Stücke vom mexikanischen Gediegeneisen, welches die kaiserl. Sammlung der Mitteilung Klaproths verdankt.

Es zeigt dieselbe ziemlich wesentliche Abweichungen im Einzelnen des Gefüges von den vorhergehenden, und es scheint beinahe als wäre dieses durch irgendeine mechanische Gewalt, etwa beim Lost rennen dieses Stückes von der Stamm-Masse, oder einem größeren Stücke, durch, vielleicht nach einer Richtung fortgesetzes, Meißeln, Hämmern oder Schlagen in etwas verändert worden. Die Streisen erscheinen nämlich beinahe ausschließlich nur nach zwei, und zwar oft ziemlich rechtwinkelig sich durchschneidenden, Richtungen und in diesen selbst nicht immer vollkommen parallel und sogar gekrümmt und gebogen; so dass die Zwischenselder zum Teil sehr ungleicharstige und selbst verzogene, vierseitige Figuren, Parallelepipeden,

<sup>140</sup>An dem großen, bei 37 Pfund wiegenden Stücke, welchef Herr Baron von Brudern von diesem Meteor-Eisen besitt, scheint eine Masse der Art, gleichsam wie ein an Dide etwas abnehmender, langer, rundlichter Zapfen, durch die ganze Sohe des Studes durchzugeben, wenigstens zeigt sich dieselbe auf der einen Abschnittsfläche alf ein unvollkommen rundlichter Fled, von 4 Linien in Durchmeffer und vollkommen senkrecht unter bemselben auf der entgegen gesetzten Abschnittsfläche, auf mehr alf 6 Boll Tiefe, zeigt sich ein ähnlicher (und hier einziger), etwas ovaler (von  $2\frac{1}{4}:3\frac{3}{4}$  Linien in beiden Durchmeffern), der jenem vollkommen entspricht, und denselben auff Haar zentriert. Ef ware denn doch ein ganz besonderer Zufall, wenn sich zwei bloß oberflächliche Flecke oder nicht tief eindringende Maffen von derselben Substanz, Beschaffenheit und Form, auf zwei entgegen gesetzten und doch so weit voneinander abstehenden Flächen von beträchtlicher Ausbehnung, und wo sie, wenigstens hinsichtlich ihrer Größe, einzeln steben, so haarscharf begegnen sollten, ohne miteinander in wirklicher Berbindung zu steben. De Gegenfläche von jener ersteren Abschnittsfläche befindet sich an dem,  $5\frac{3}{4}$  Pfund wiegenden Stücke der kaiserl. Sammlung, das von jenem abgeschnitten worden war, und hier fand sich auch die Fortsetzung jenef präsumierten Zapfens alf ein gang ähnlicher Fled. In ber hoffnung, daff die Maffe auch hier noch wenigstenf auf einige Tiefe geben murde, ließ ich eine 3 Linien dide Platte, der Fläche horizontal und dicht an einem Rande diesel Fleckes abschneiden, in der Absidt, diese Masse dann auf der Platte herausbrechen und für sich chemisch untersuchen zu machen. Leider ward ich aber in meiner Hoffnung getäuscht, denn die Maffe fand sich kaum auf  $\frac{1}{4}$  kinie tief eingedrungen. Da die andere Abschnittsfläche jenef Studes von dem in Nation-Museum zu Vesth ausbewahrten, bei 134 Pfund wiegenden Sauptstüde genommen ift, so muf sich dort auf der diesem Abschnitte entsprechenden Fläche die weitere Fortsetung oder das andere Ende jenes Zapfens finden.

Rhomben, Rhomboiden, Trapezen, aber nie Dreiecke bilden.

Die Streisen sind übrigens eben so zart und scharf begrenzt, wie bei der Elbogner und Agramer Masse, und da sie ziemlich zahlreich und dabei gleichförmiger als bei jenen verteilt und nicht so partienweise nach einer Richtung zusammen gehäuft sind; so durchs schneiden sie sich umso häusiger, erscheinen demnach im Ganzen fürzer, und bilden im Verhältnis häusige, aber kleine Zwischensselder. Das Gefüge erhält dadurch ein viel seineres und zarteres Ansehn, so wie es auch, da eine Richtung von Streisen beinahe ganz sehlt (denn es zeigen sich nur einzelne wenige, und diese nur undeutlich in einer dritten schiesen Richtung), viel einsacher und gleichförmiger erscheint.

Auf der geäßten Fläche zeigen diese Streisen eine sehr unebene, nardige Oberfläche, äußerst selten eine Spur von Schrassierung, und eine ganz matte, schwärzlich eisengraue, nur hie und da etwas ins Zinkweiße fallende Farbe, so dass sie von den nur etwas weniger vertiesten Zwischenfeldern kaum zu unterscheiden sind, die ein ganz ähnliches Ansehn, aber, insofern sie nicht schrassiert sind — was jedoch ebenfalls nicht häufig und meistens nur zum Teil und nach einer Richtung der Fall ist — eine glatte Oberfläche haben.

Nur die erhabenen Einfassungsleisten, die Schrassierungsleisten aber nur zum Teil, zeigen, und selbst dieses nur bei einer schiefen Wendung, eine licht stahlgraue Farbe und einen starken metallischen Glanz.

Außer einigen Körnern und kleinen Massen in den Streifen, findet sich von der bröcklig-körnigen Substanz in einzelnen kleinen Rissen und Klüsten die Spur, am meisten aber in einer großen

## rissartigen, ganz damit angefüllten Kluft, die das Stück der Quere nach in einer etwas gebogenen Richtung, aber hier von keiner beträcktlichen Tiefe mehr, beinahe ganz durchzieht.<sup>141</sup>

141Ein diesem am meisten ähnliches Gefüge zeigen die größeren, zu einer Übung geeigneten Massen oder Körner von Gediegeneisen, welche sich bisweisen als Gemengteile in der Steinmasse von Meteor-Steinen isoliert eingeschlossen sinden, aber dieses nur kled- oder stellenweise. Es zeigen sich nämlich unter der Lupe auf der gelechförmigen, glatzen, matt eisengrauen Oberstäche Stellen welche gestreist erscheinen, und zwar durch erhabene, mitrossopisch zarte, lichtere und etwas glänzende Linien, die größten Teils nach zwei sich durchkreuzenden Nichtungen parallel lausen und ein enges Netz mit rhomboidalen und trapezoidalen, vertiesten und etwas dunkler gesärbten, matten Zwischenselbern bilden, wie dies z. B. ienes große Korn in dem auf der siebenten Tasel von der abgeschlissenen Fläche vorgestellten Meteor-Steine von Sales sehr deutlich zeigt, aber der mitrossopisch zarten Beschaffenheit wegen nicht dargestellt werden konnte. (Vemerkenspwert ist, dass in diesem abgeschlissenen und geätzen Korne derben, gediegenen Metalle nebst Atomen von der bröcklig-körnigen Substanz von ins Kötliche ziehender Farbe — zwei kleine unförmlich ectige Körner von unveränderter und von der Säure unangegriffener Steinmasse eingekeilt erscheinen.) An jenen kleinen Massen Gediegeneisen, welche in Gestalt wahrer Zacken in der Steinmasse der Metalle erhalten können, und die Oberstäche derselben zeigte sich stets gleichsörmig an Farbe und Glanz, jene war aber lichter und dieser stärter als an jenen größeren, derberen Massen.

Ef dürfte wohl voreilig scheinen entscheiden zu wollen, welcher von jenen vier Metall-Massen, dem Gefüge nach — dessen Darstellung und Beschreibung vergleichend gegeneinander zu stellen hier versucht worden ist in Hinsicht auf Bollkommenheit oder Bollendung in der Ausbildung, der Borzug gebühre; inzwischen will ich mir doch erlauben eine Vermutung zu äußern. Daf Gefüge ber Elbogner Maffe zeigt von allen unstreitig den höchsten Grad von Aufscheidung und regelmäßiger Absonderung der einzelnen, mehr oder weniger verschiedenartig erscheinenden Teile desselben, nämlich: die häufigsten, zartesten, gleichförmigsten und am schärfsten begrenzten Streifen; die meifte, und givar der voraugusegenden Grund-Rriftallisation - dem regelmäßigen Oftaeber am vollkommensten entsprechende Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit der Zwischenfelder und in deren Schraffierung; die vollkommenste, häufigste und zum Teil selbst etwas regelmäßige Aufscheidung der brodlig-körnigen, und die nicht minder häufige der ähnlichen, härteren Substanz, so wie die Ausgesprochenheit aller dieser Teile und der Substanzen auf welchen sie gebildet find, in äußern Ansehen sowohl alf in den physischen Eigenschaften, auf deren Eigentümlichkeit und Reinheit hinzudeuten scheint. Das Gefüge aller übrigen zeigt dagegen, und zwar in derselben Reihenfolge in welcher sie dargestellt und beschreiben worden sind, ungleich mehr Einfachheit; aber eben diese Einfachbeit hat offenbar ihren Grund in einer minder häufigen und weniger scharfen Absonderung der homogenen Teile, und in einer mangelhaften Aufscheidung der heterogenen Substanzen und Stoffe — Die doch in der Sotal-Maffe vorhanden zu sein scheinen — welches einerseits in der geringeren Menge, minder scharfen Begrenzung und weniger regelmäßigen — wenigstenf ber voraugusegenden Grundform im Allgemeinen minder entsprechenden Absonderung jener, und in der Mangelhaftigkeit oder doch geringeren Menge dieser, und in der weniger ausgesprochenen Eigentümlichkeit und heterogenität ber vorhandenen, hinlängliche Befräftigung finden bürfte. Insofern demnach die Bollkommenheit oder ein höherer Grad von Ausbildung dieser Massen überhaupt, in ber häufigeren und vollkommeneren Auficheidung der heterogenen Bestandteile, und in der schärfern Absonderung und regelmäßigeren Lagerung der auf ihnen einzeln bestehenden, oder auf der neuen Verbindung einiger derselben gebildeten Substanzen zu suchen ist; insofern möchte wohl die Elbogner Masse unter den hier abgehandelten den ersten Anspruch darauf machen dürfen.

Lange nachdem diese Note schon niedergeschrieben war, und eben als dieser Bogen der Presse übergeben werden sollte, erhalte ich durch Serrn v. Widmannstätten die Resultate einiger physsischecknischer Versuche, welche derselbe auf meine Bitte mit dem uns so sehr problematisch scheinenden Kap'schen Gediegeneisen, soweit es der Drang der Zeit und der Umstände gestattete, zum Behuse dieser Ausarbeitung noch vorzunehmen die Güte hatte. Es zeigte sich nach denselben an dieser Masse weder im Schlisse, noch beim Anlausen, noch durch Äbung, auch nur die entsernteste Spur eines Gesüges.

Blank polierte Flächen zeigten denselben metallisch spiegelnden Glanz, dieselbe, das Meteor-Eisen außeichnende, licht stahlgraue, start in Silberweiße fallende Farbe, einen hohen Grad von Dichtheit und eine Gleichförmigkeit in dieser, die selbst nicht im Geringsten durch eine heterogene, eingesprengt oder in Rissen enthaltene Substanz

### Wird nun die Unung solcher Flächen noch längere Zeit (z.

unterbrochen erschien, und die sich auch im Schnitte bewhärte, bei welchem jene häufigen, harten, spröden, die Sage verwüstenden Stellen nicht beobachtet wurden.

Salpeterfäure brachte auf folden Flächen, und zwar ohne merkliche Entwickelung von Schwefelwafferfloffgaf, nur einige größere und kleinere, meistenf geflammte und allmählich sich verlaufende, selten etwas scharfer begrenzte, eisen- ober mehr ober weniger schwarzgraue, matte Flede zum Vorschein, welche auf eine Ungleichartigkeit der Substanz und auf eine unvollkommene Aufscheidung bes einen Anteilef schließen ließen. Unter der Feile und Säge zeigte sich die Masse im Ganzen vollkommen und ziemlich gleichförmig geschmeidig, wie gewöhnliches, sehr dichtes und weiches Eisen, aber nicht so weich wie die Streifen-Substanz des Gefüges der beschriebenen Gediegeneisen-Massen. Jene bemerkte Ungleichartigkeit der Substanz sprach sich aber bei Untersuchung einzelner Stücke für sich, die, so viel alf bei der unvollkommenen Absonderung jener möglich war, durch mechanische Erennung erhalten wurden, febr auffallend auf. Möglichst reine Stude bef glanzenden, lichtern Anteiles zeigten einen febr bichten, glanzenden, weißen Bruch und einen hohen Grad von Geschmeidigkeit, so daff sich ein etwa 45 Gran wiegendes Stückhen sehr aut zu einem beinahe 3 Boll langen Stäbchen heiß streden ließ; Stüde vom grauen Anteile bagegen zeigten einen feinkörnigen, matten, schwarzgrauen, sehr schwell bräunlich sich beschlagenden Bruch, und gaben im Feilen einen zwar metallischen, aber grauen Strich, und nur sehr wenige Späne, sondern größten Teils ein schwarzes Pulver. Einzelne Stüden bavon hielten in ber Rothitze nur einige ichwache hammerichläge auf, und liegen fich damit etwas weniges zusammendruden, gerbrodelten aber beim dritten, vierten Schlage; andere gersprangen selbst beim ersten Schlage schon. Beide Anteile ließen sich durchauf nicht härten, ersterer schien sich aber -Berfuch im Kleinen lehren konnte — leicht schweißen zu laffen. Beibe zeigten starke Birkung auf ben Magnet, aber schwache Volarität, nahmen diese aber durch Streichen bald mehr an, und der erstere erhielt dadurch eine beträchtliche magnetische Kraft.

Das spezifische Gewicht der Masse im Ganzen sand Herr v. Widmannstätten = 7,318 (also beträchtlich unter jenem der übrigen von mir darauf untersuchten Gediegeneisen-Massen, bei welchen ich dasselbe, wie ich schon in einer früheren Rote bemerkte, zwischen 7,600 und 7,830 sand; nämlich: von der Elbogner = 7,800-7,830; der Agramer = 7,730 bis 7,800; der Lénartoer = 7,720-7,800; der Merikaner = 7,600-7,670; der Peruaner = 7,600-7,650; und selbst noch unter jenem des sibirischen = 7,540-7,570; aber höher als jenes der in Meteore Steinen eingemengten Gediegeneisen-Körner = 6,000-6,600; dagegen dem angenommenen Mittelgewichte des Robeisens = 7,200-7,500 am nächsten kommend); jenes des weisen Anteiles sür sich, nach dem verschiedenen Grade der Reinheit der Stücke, zwischen 7,633 bis 7,877 (also zum Teil weit über dem angenommenen Mittelgewichte des gewöhnlichen, weichen und geschmeidigen Eisens = 7,700); jenes des grauen dagegen zwischen 6,655 und 6,926 (demnach weit unter jenem des Robeisens), von welchen beiden nun das arithmetische Mittel eine der obigen ganz ähnliche Zahl gibt, und in welchen der Grund der Disservand der Besunden Anderer zu suchen ist (so gab v. Dankelmann das spezissische Gewicht dieser Masse mit 7,708; Van Marum mit 7,654 an, indes ich es einst = 7,260 gefunden hatte).

Unter einem ward die unf nicht minder zweiselhafte peruanische Eisen-Masse nochmals geprüft, soweit es die Kleinheit des zu Gebote stehenden Stückel erlaubte. Auch diese zeigte keine Spur von jenem eigentlichen Gesüge; unter der Lupe erschienen aber doch auf der start geäten, kleinnarbigen Oberstäche viele, äußerst zarte, mikrostopisch seine, erhabene Linien, die nach mehreren, offenbar vorherrschend aber nach drei, zumal zwei, Richtungen meist gerade, nur selten etwas gebogen, und stell parallel verlausend, sich durchtreuzen, und hie und da ein sehr enges Wetz bilden, ganz ähnlich jenem auf der geäten Oberstäche des großen Metall-Kornes in dem oben beschriebenen und auf der siebenten Zasel abgebildeten Meteor-Steine von Sales, und, stellenweise, jenem auf der geäten Kläche des Merikaner Eisens. Eine polierte Fläche zeigte eine besonders start ins Weiße fallende, die geäte aber eine beinahe zinnweiße Farbe. Unter der Feile gab sich die Masse merklich härter als die Kap'sche zu erkennen. Das spezifische Gewicht fand Herr v. Widmannstätten = 7,646.

So sehr nun auch diese Resultate in vielen Beziehungen von jenen abweichen, welche sich bei ähnlicher Untersuchung der übrigen, oben beschriebenen, derben Gebiegeneisen-Massen ergaben, und die Zweisel über den präsumtiven meteorischen Ursprung dieser beiden vermehren (so dass selbst Gerr v. Widmannstätten mehr geneigt wäre, zumal die Rap'sche, für das Produkt eines künstlichen Schmelze und unvollkommenen, unvollendeten Berfrischungs-Prozesses anzusehen, welche Mutmaßung durch v. Dankelmanns Nachrichten von der geognositischen Beschassenheit iener Gegend, wo diese Masse ursprünglich gefunden worden war, und wo Eisenerze aller Art und in großer Menge zu Tage stehen — welche vielleicht einst von den Bewohnern zu Gute gemacht wurden — auch von dieser Seite einige Wahrscheinlichkeit erhält); so sinde ich doch darin keinen Bestimmungsgrund, meine

B. bis auf eine Tiefe von  $\frac{1}{4}$  Linie) fortgesett; so sprechen sich die erhabenen und vertieften Stellen gegenseitig noch immer mehr aus, und es verändert sich zum Teil das Ansehen des Gefüges oder der Zeichnung im Ganzen, indem zuletzt manche der tiefen — namentlich die Streisen — ganz verschwinden, und bisweilen andere — gewöhnlich ein Teil eines Zwischenfeldes — an ihre Stelle treten.

Die Streifen erscheinen nun als seichtere und tiefere, mehr oder weniger leere Kanäle oder Rinnen (Geleise), indem oft nur die erhabenen Begrenzungslinien oder die Einfassungsleisten als ihre gemeinschaftlichen Scheidewände, als Kontur, und ihr Boden, der mit diesen von einerlei Beschaffenheit ist und mit denselben ein Banzes, gleichsam eine Rinne bildet, welche die Substanz der Streifen selbst einschloss, noch übrig sind, lettere aber von manchen ganz ausgeätzt und von der Säure aufgelöst worden ist. Hat man demnach ein Plättchen von einer bestimmten Dicke (z. B. von  $\frac{1}{4}$  oder  $\frac{1}{2}$  Linie) einem solchen Versuche unterzogen, so erscheinen manche dieser Streifen — insofern sie tieser gingen als die Platte did war, und ihre Substanz solcher Gestalt zufällig, und zwar noch über den Boden des Canals getroffen worden ist — ganz ausgeätt, ohne Boden, und die Einfassungsleisten stehen als die ehemaligen Scheidewände, wie Lamellen, frei da, und hängen nur mittelst ihrer Enden mit den übrigen minder angegriffenen Zeilen (den

sowohl in einer früheren Note über das Eigentümliche und Charakteristische des Gefüges am Meteor-Eisen, als in dieser über den verschiedenen Grad von Vollkommenheit desselben und den, diesem wahrscheinlich zum Grunde liegenden Ursachen, ausgesprochenen Ideen und Mutmaßungen abzuändern, auch selbst dann nicht, wenn auch iene Zweisel (gegen welche die ausgezeichnete Farbe, die ossendere und ganz eigentümliche Wengung, und das beträchtliche spezissische Gewicht der Wasse, im Ganzen sowohl als insbesondere des einen Anteiles, vorzüglich aber der erwiesene, selbst quantitativ entsprechende Gehalt an Rickel in Berücksichtigung kommen) für nicht hinlänglich begründet erachtet werden sollten; im Gegenteile dürste ich darin vielmehr in sedem Falle einige Bekräftigung für dieselben zu sinden glauben.

angrenzenden, quer gehenden, ähnlichen Leisten, oder mit solchen von Feldern) der Masse zusammen. 142 Manche, und zwar ungleich mehrere (zumal wenn die Platte  $\frac{1}{2}$  Linie die war, da nur äußerst wenige so tief gehen), die seichter lagen, erscheinen als leere Rinnen von verschiedener Tiese, und auf der entgegen gesetzen Seite des Plättchens (die, falls dasselbe von beiden Seiten gleichzeitig geätst wurde, eine ganz andere Zeichnung und Verteilung der Streisen und Felder zeigt) sinden sich unter ihnen Felder, oder zum Teil Streisen in einer andern Richtung, auf welchen sie mit ihrem Voden auflagen, der nun — falls er nicht etwa wegen allzu seichter Lage der enthaltenen Substanz und der langen Dauer des Prozesselses ebenfalls weggeätst wurde — mit den Einfassungsleisten auf denselben aussist.

Die Einfassungsleisten, die nun mehr oder weniger frei da steshen, zeigen — was zum Teil bei einer minder tiesen Ützung schon beobachtet werden kann — (übrigens aber auch vom Schnitte absängen mag, je nachdem dieser die Nichtung derselben traf) eine, gegen die Ebene der Fläche, etwas schiefe — doch immer unter sich parallele — Lage, und gleichen papierblattdünnen Lamellen von

<sup>142</sup> Wenn zufällig — was jedoch selten der Fall ist — aller Zusammenhang sehlt, so fallen solche Lamellen, einzeln oder mehrere unter sich oder mit einem Zwischenfelde verbunden, ab und finden sich als solche — unverändert in der Auflösung — am Boden des Gefäßes worin die Ähung geschah.

<sup>143</sup> Ef ergibt sich hieraus, dass sowohl die Streisen als Felder, so wie auch ihre gemeinschaftlichen Scheibewände — die Einfassungs und Schraffierungsleisen — und überhaupt alle einzelnen, mehr oder weniger verschiedenartigen Seile des Gesüges die sich durch die Ükung aussprechen, nur auf eine gewisse, und zwar nicht sehr beträchtliche (wie es scheint, selten über ½ kinie reichende), übrigens aber sehr undestimmte und ungleichsörmige Siese geben und unordentlich über einander gehäuft, nur mit einiger Regelmäßigkeit in der Ausschlung, Absonderung und Lagerung unter sich, die Sotal-Wasse konstruieren. Am deutlichsten zeigt sich dies an zwei Würseln (von beiläusig 4 Linien Seite), die ich aus einem Stücke von der Elbogner Masse ausschlung und voran ich an dem einen noch eine Ste abstumpfen ließ, und dann beide ringsberum, auf allen Flächen und Kanten, gleichzeitig und gleichförmig ätze. Fed Fläche aus denselben zeigt nun eine andere Zeichnung oder Gruppierung der Streisen und Felder, und manche von diesen oder jenen, ost von beiden, so auch die mit der bröckligskoringen Substanz mehr oder weniger ausgefüllten Risse und Rlüste, sehen sich über die gemeinschaftliche Kante auf die nächstanstoßende Fläche mehr oder weniger weit fort, se nachdem sie gerade an diesen Stellen tieser oder seichter in die Wasse eingedrungen waren.

der Länge der vormaligen Streifen, einem gegenseitigen Abstande welcher der Breite dieser entspricht, und von sehr ungleicher Höhe oder Tiefe, je nachdem die enthaltene Substanz mehr oder weniger in die Tiefe ging und ausgeäßt worden ist. Kurz, sie bilden paarsweise die Seitenwände eines schrägen, aber gleich weiten Canals, in welchem die Streifen-Substanz eingeschlossen war, und sind nach unten durch eine ähnliche Lamelle verbunden und geschlossen, welche solcher Gestalt den Boden des Canals vorstellt. Boden und Wände haben ein etwas unebenes, gebogenes und gleichsam faltiges, oder vielmehr breit und flach gefaltetes Ansehen, eine stahlgraue, stark ins Silberweiße fallende aber meistens eisengrau angelausene Farbe, und einen schwachen metallischen Glanz, indes der obere Rand der Wände (Einsassungsleisten) lichter und glänzender ist.

Wo zwei oder mehrere Streifen einer Richtung dicht an einander liegen und durch solche Lamellen dem Anscheine nach nur einsach getrennt sind, scheinen diese doch alle Mahl, wenigstens hie und da im Verlause, doppelt oder doch dicker und gleichsam aus zwei zusammen geschmolzen zu sein, schließen, in eben diesem Grade mehr oder weniger deutlich, etwas von der den Feldern oder Figuren eisgentümlichen Substanz ein, und bilden kleine, ost nur linienförmige (doch immer Segmenten der vorkommenden Dreiecke entsprechens de) ähnliche Zwischenselder; so dass demnach Streisen und Felder und die verschiedenartige Substanz beider stets und regelmäßig abswechseln und jene Lamellen oder Einfassungsleisten gleichsam als Trennungsmittel dienen und die gemeinschaftliche Scheidewand bilsen.

Ebenso, wie diese Lamellen, zeigen sich auch die Schraffierungs

leisten, in den Streifen sowohl als auf den Figuren — wie sie denn auch in der Tat und in jeder Beziehung ähnliche Einfassungs leisten, obgleich im mitrostopisch Kleinen, vorstellen — nur etwas weniges minder erhaben — zumal die auf den Figuren als die feinsten — indem sie, vermöge ihrer Zartheit, doch etwas mehr von der Säure angegriffen worden zu sein scheinen.

Auf der Oberfläche der noch rückständigen Streifen-Substanz, oder wo diese ganz ausgeätt ist, auf dem Boden der Streifen-Ranäle, finden sich hie und da Körner oder kleine Massen von jener, bereits früher bemerkten, bröckligkörnigen Substanz, sest aufsigend oder gleichsam eingewachsen, und zwar teils ebenso erhaben wie die Leisten, teils tiefer, teils ganz tief, je nachdem sie ursprünglich seichter oder tiefer in der Streifen-Substanz eingeschlossen waren, und je nachdem diese mehr oder weniger ausgeät wurde. 144

Die Zwischenfelder oder Figuren erscheinen auch nach dieser starken Akung nur wenig minder erhaben als die Leisten, haben aber, abgesehen von der Schrassierung, einiger Maken ihr Ansehen verändert, und ihre Oberfläche zeigt sich nun eisenschwarz, rau wie bestaubt, und zum Teil äußerst zart und verworren, unvollkommen saserig (beinahe wie seine ausgebrannte Steinkohlen, cox) und matt, mit einem licht eisengrauen Schimmer.

Die Beschaffenheit des solcher Gestalt durch Azung zum Vorsschein gebrachten Gefüges dieser Massen, die verschiedene Art der Absonderung, Lagerung und Gestaltung, und das verschiedenartige

<sup>144</sup> Nach Beendigung eines solchen fortgesetzten Übungsversuches sind bemnach auch auf dem Boben des Gefäßes viele einzelne Körner und Massen von dieser Substanz, die frei wurden, als iene der Streisen, in welche sie eingemengt gewesen, von der Säure aufgelöst worden war, und die — so wie oben von den unzusammenhängenden Einfassungsleisten bemerkt wurde — unverändert in der Auflösung zu Boben sielen, da sie wie diese, von der Säure (zumal von Salpetersäure im diluierten Zustande und bei langsamen Gange des Prozesses) wenig oder gar nicht angegriffen werden.

äußere Ansehen der dasselbe konstruierenden Teile, lassen demnach eine vier» und zum Teil fünffache Verschiedenheit der Substanzen erkennen und unterscheiden; nämlich: jene der am meisten von der Säure angegriffenen Streifen, die der etwas minder angegriffenen Zwischenfelder, und die der am wenigsten angegriffenen Einfassungs und Schraffierungsleisten; ferner jene der mechanisch eingemengten, bröcklig-körnigen, ebenfalls nur sehr wenig angegriffenen, und endlich die — der letteren am nächsten verwandt scheinenden — der auf ähnliche Art und gleichsam eingekeilt vorkommenden, auch nur wenig angegriffenen, rundlichen Massen. Und diese Verschiedenheit spricht sich auch noch durch andere physische Merkmahle, insbesondere durch die Härte auf. 145 Die Substanz der Streifen zeigt sich nämlich (mit einer Stahlnadel geritt, selbst nur start gedrückt) am weichsten (beinahe so weich wie Blen) und am geschmeidigs sten, und gibt einen noch lichtern und etwas glänzenderen Strich; jene der glatten (nicht schraffierten) Felder zeigt sich, obgleich nur wenig, doch hinlänglich merklich härter, und gibt einen ähnlichen, zinkgrauen, mehr oder weniger ins Silberweiße fallenden, doch aber minder lichten und minder glänzenden Strich, der ein dunkelgraues Pulver abscheidet, welches wie ein Anflug die Oberfläche bedeckte; die Substanz der Einfassungsleisten endlich ist beträchtlich härter, wenigstens bedeutend zäher, nimmt aber doch den Eindruck an, der Farbe und Glanz unverändert zeigt, und ebenso verhält sich die der Schraffierungsleisten, insofern deren Zartheit den Ver-

<sup>145</sup> Diesem verschiedenen Grade von Härte und Geschmeidigkeit der verschiedenen, das Gestüge konstituterenden Teile und Substanzen, ist wohl das oben erwähnte oberflächliche Erscheinen desselben nach Schliff und erster Politur einer Fläche zuzuschreiben, so wie der Umstand des Wiederverschwindens bei der seinen Politur dadurch erklärlich wird, dass sene Verschiedenheit der Wirkung des zur letzteren gebrauchten schärferen und seineren Politerpulvers nicht im Wege steht.

such nicht begünstiget, was inzwischen, zumal auf der Oberfläche der Felder, wo sie oft als mikrostopisch feine Fäden erscheinen, so weit geht, dass sich eine ganze Partie derselben mit einem Striche oder Drucke zerstören lässt. Die bröckligskörnige Substanz dagegen verhält sich beträchtlich hart und vollkommen spröde, ist etwas schwer zersprengbar, läst sich aber doch zum seinsten Pulver zerstoßen und zerreiben, das dann schwärzlichgrau erscheint, und durchauf, ohne Ausnahme eines Stäubchens beinahe, dem Magnete folgt; die schwärzlichgrauen rundlichen Massen aber zeigen sich nicht nur derb und dicht, sondern noch härter (doch nicht Funken gebend) und schwerer zersprengbar, und zwar auch spröde, aber mit einiger Zähigkeit, so dass sich die Substanz größten Teils schwer zerstoßen und noch schwerer zerreiben lässt. Gerist gibt ihre Oberfläche einen ziemlich scharfen, stablgrauen, etwas ins Nötliche fallenden, schwach metallisch glänzenden Strich, 146 der ein schwarzes Pulver abscheis det. Das durch Zerstoßen und Zerreiben erhaltene Pulver ist nicht ganz gleichförmig, ballt sich zusammen und klebt etwas; einzelne Stückhen widerstehen dem Stößel mehr, und zeigen sich minder retractorisch als die übrigen Atome, die fast durchgehends ziemlich stark, aber doch weniger als jene der bröckligskörnigen Substanz, auf die Nadel wirken.

<sup>146</sup> Von diesem, zumal in größeren Massen so merklich werbenden, verschiedenen Grade von Härte und Geschmeis digkeit der einzelnen, zum Zeil so ungleich verteilten und hie und da partienweise so ungleichsörmig angehäusten Gemengteile, insbesondere aber von der so häusig und unregelmäßig durch die ganze Metall-Masse zerstreuten bröcklig-körnigen und der ihr nächst verwandten Substanz, rührt denn auch die Schwierigkeit der technischen Bearsbeitung des Meteor-Eisens im Großen und Ganzen, die von mehreren Physistern bereits bemerkte Ungleichsörmigkeit in der Schwiedes und Schweisbarkeit desselben (welche Bauquelin verleitete einen geringen Grad von Orndation dieses Eisens im Allgemeinen anzunehmen), und vorzüglich der Umstand her, dass sich solche Massen äußerst schwer mit der Säge behandeln lassen, so dass man bei mühsam fortgesester Arbeit vieler Zage Zeit bedarf um auch nur ein Handgroßes Stück vollends abzusägen, und dabei viele Sägen (aus Uhrseberblättern) zu Schanden arbeitet, indem man häusig auf Stellen stößt die einen großen Widersland zeigen, die Sägen stumpf machen und die Zähne ausbrechen, indes andere sich beinahe wie Blei schneiden.

Und diese Verschiedenheit, im Äußern sowohl als in den physischen Sigenschaften — insofern lettere ohne mechanische Absonderung und partielle Untersuchung aller dieser Substanzen für sich, was nicht wohl möglich ist, ausgemittelt werden konnten — vollends aber der so ausfallend sich aussprechende verschiedene Grad von Sinwirkung des Ükmittels auf dieselben — der denn doch von einem verschiedenen Grade von Verwandtschaft derselben zur Säure oder dem Orngen abhängt, 147 scheinen wohl auf eine wesentliche, und zwar auf eine chemische Verschiedenheit hinzudeuten. 148

<sup>147</sup> Diesen verschiedenen Grad von Berwandtschaft zum Drygen scheint wohl auch schon das oben erwähnte Resultat des Bersuches mit dem Blau-Anlausen polierter Flächen zu bestätigen. Und von demselben rührt ohne Zweisel iene von selbst entstandene, einer schwachen Abung gleichende Andeutung des Gefüges her, die sich durch vertieste, den Streisen entsprechende Linien und erhabene, in jeder Beziehung mit den Figuren übereinstimmende Zwischenräume, zumal an einer der von dem unvollkommenen rindenartigen Überzuge entblößten Fläche der Masse von Elbogen ausspricht, indem diese — so viel aus der dunkelen, mit Volksfagen und Märchen verwebten Geschichte über die Herstammung derselben bekannt ist — durch mehrere Jahrhunderte den Injurien der Zeit und dem Einstüsse der atmosphärischen Luft und selbst des Wassers ausgesetzt war.

<sup>148</sup> Manche Physiker, welchen die Erscheinung des Gefüges bei dieser Behandlung bekannt wurde, und die eine Mutmaßung darüber äußerten (namentlich Neumann, Schweigger u. a.), glaubten den verschiedenen Grad von Einwirfung der Säuren, wodurch daffelbe zum Vorschein gebracht wird, von dem bekannten Gehalte dieses Eisens an Nidel, und von einer ungleichen Verteilung deffelben in jenem — ober vielmehr von der ungleichen Verteilung aber einer gemiffen regelmäßigen Absonderung def damit legierten Anteiles von Gediegeneisen — herleiten zu fönnen, obgleich der von den Chemifern — wenigstens anfänglich — als so höchst unbedeutend angegebene Gehalt der verschiedenen Meteor-Eisen-Massen an jenem Metalle (im Durchschnitt von 1 \frac{1}{2} bis 3\frac{1}{2} Verzent, nach Klaproth wenigstenf) eine so auffallende Wirkung kaum erwarten ließ. Jene Vermutung hätte Daber durch die Resultate späterer Untersuchungen Stromevers, nach welchen jener Gehalt beträchtlich höher (nämlich zwischen 10 und 11 Perzent) gestellt wurde, einerseits sehr an Wahrscheinlichkeit gewonnen; allein mit diesem Befunde ergab sich auch, daff dieser Gehalt nicht nur unveränderlich und bei allen Meteor-Eisen-Massen gleich groß, sondern dass derselbe auch steff durch die ganze Masse vollkommen gleichförmig verteilt sei, und solcher Gestalt ließe sich, falls dies im strengsten Sinne zu nehmen wäre, jene Erscheinung durchauf nicht von demselben herleiten — wie denn auch der von Stromeper felbst ausgewiesene ähnliche — Gehalt an Nidel im Rap'schen Eisen (ef mag dasselbe nun terrestrischen oder wirklich meteorischen Ursprungs sein), bei ähnlicher Behandlung der Masse, sich wirklich gar nicht auffpricht —; man muffte benn zugeben — waf jenen Refultaten unbeschadet wohl auch der Fall sein kann daff bei jenen Maffen doch eine, beziehungsweise wenigstens, ungleichförmige Verteilung des Nickels Statt fande. Sollte nämlich der Behalt an diesem Metalle, wenigstens zum Teil, die verschiedene Einwirkung der Säuren und somit die Erscheinung des Gefüges wirklich veranlassen; so müsste eine teilweise Verbindung desselben mit dem Eifen (folglich eine ungleichförmige Verteilung gegen biefef), und eine — bem Gefüge entsprechend regelmäßige Absonderung dieses Nickel-Eisens von dem übrigen (womit die Gleichförmigkeit der Verteilung des Nickels gegen die Maffe im Gangen ziemlich wieder bergestellt würde) angenommen werden, und in dieser Voraussezung könnte man von allen Teilen des regelmäßigen, eigentlichen Gefüges, die Einfassungs und Schraffierungsleiften am passendften bafür erkennen, alf welche fich alf die erhabensten, folglich alf die von der Säure am wenigsten angegriffenen, durch eigentümliche härte und Sähigfeit, Farbe und Glanz (Eigenschaften, welche, a priori zu schließen, das Eisen durch eine folche Legierung höchst wahrscheinlich in einem solchen Grade erlangen dürfte) ausgezeichneten Zeile, und umfo mehr dafür auffprechen, alf auch ihre Maffe zusammen genommen dem chemisch ausgewiesenen maximo

#### Auf der achten Tafel befindet sich endlich noch eine getreue

bef Total-Gehaltes an Nickel, und ihre ziemlich gleichförmige Verteilung in der Gesamtmasse, der Forderung in dieser Beziehung, am meisten entspräche. Die am stärksen angegrissene Substanz der Streisen könnte dann, allen ihren Eigenschaften gemäß, für reines Gediegeneisen gelten; es bliebe demnach nur noch die dritte Substanz übrig, die sich durch das Gesüge und durch ihre Eigenschaften als heterogen von jenen beiden ausspricht, nämlich die der Zwischenselber oder Figuren. Gillet de Laumont scheint geneigt, diese für gekohltes Eisen anzusehen; und wirklich hat diese Vermutung vieles für sich, zumal da Kohlenstoss als Bestandteil mehrerer Meteor-Steine, und selbst — nach Tennant — des Kap'schen Eisens (in welchem derselbe vielleicht, so wie der Nickel und die übrigen Vestandteile, ganz gleichförmig in der Masse verteilt, und nicht bloß mit einem bestimmten Anteile des Gediegeneisens chemisch verbunden und mit diesem ausgeschieden, sich besindet), bereits dargetan ist.

Das Gefüge wäre demnach die Folge einer mehr oder weniger vollkommenen Ausscheidung der früher gleichförmig im Ganzen vermischt und gebunden gewesenen Bestandteile des Meteor-Eisens, des Nickels und Kohlenstosses,
einer neuen chemischen Berbindung derselben mit einem Teile des Gediegeneisens und einer mehr oder weniger
vollkommen und regelmäßigen Absonderung und Gruppierung der solcher Gestalt verschiedenartigen, neu gebildeten
Gemenqteile von dem reinen Eisen.

Was die beiden andern metallischen Substanzen betrifft, die keine integrierenden Teile jenes Gefüges ausmachen, und die ihre Heterogenität schon durch die Art ihrer Einmengung in die übrige Masse, und durch ihr Außeres zu erkennen geben; so spricht sich die eine, bröcklig-körnige, durch alle oryktognostischen und physischen Werkmahle deutlich genug als Schwefeleisen, und zwar als Wagnetties aus, und es ist unbegreislich, wie bei dessen großer Wenge — indem die Wassen ganz damit durchsätet sind — der eine Bestandteil desselben, nämlich der Schwefel, bei den bisherigen Analysen solcher Wassen (bis neuerlichst der sibirischen durch Laugier) so ganz aller Wahrnehmung entgangen sein konnte.

Die andere, derbere, dichtere, in rundlichen Massen bisweilen eingemengt vorsommende Substanz hat wohl viele Ühnlichseit mit jener, scheint aber doch wesentlich von ihr verschieden und vielleicht eine unvollsommene Ausscheideng oder ein Rückstand des ursprünglichen Total Gemisches aller Bestandteile der metallischen Meteor-Masse, also gekohltes und geschwefeltes, und vielleicht auch noch mit Nickel verbundenes Gediegeneisen, und demnach, hier gleichsam als Gemengteil, in demselben Zustande zu sein, in welchem die Masse des Kap'schen Eisens noch im Ganzen sich besindet.

Auch diese Note war bereits niedergeschrieben und zum Drucke bereitet — der nicht länger mehr aufgeschoben werden konnte — als ich durch herrn Apotheker Moser die Resultate einer, wie mir däucht, sehr entscheidenden demischen Untersuchung, welche berselbe auf mein Ansuchen und nach meinen Bünschen in dieser Zwischenzeit vorzunehmen die Güte hatte, mitgeteilt erhielt. Nach einer vorläufigen Analyse eines Stückes von der Elbogner Eifen-Masse im Ganzen, wobei sich — nach Wollastons Verfahren vorgegangen — in hundert Zeilen ein Gehalt an Nidel von 7,29 ergab, wurden drei Plättchen, welche auf einem ähnlichen, aber größeren Stüde dieser Masse geschnitten worden waren — jedes beiläufig von einem Zoll im Gevierte, und etwa  $\frac{3}{12}$  Linie dick, am Gewichte zusammen 244 Gran betragend — so lange in Salpeterfäure gebeißt, bif die am leichtesten auflösliche Substanz, nämlich die der Streifen, gang aufgeäßt und aufgelöset war. Es wurde nun das rückländige Gerippe ober Net von Lamellen (den Einfaffungsleisten) und den zum Teil aufgefüllten Zwischenräumen (der Substanz der Figuren oder Zwischenfelder) sowohl als die Flüssigkeit, welche das Ausgeätzte aufgelöst enthielt, beide einzeln für sich, nach gleichem Berfahren untersucht, und ef ergab fich bei ersterem ein Gehalt an Nidel von 9,83, in letterer nur von 4.18 in hundert Teilen. Das arithmetische Mittel von diesen beiben Jahlen gibt nun beinahe gang genau obige Summe bef Gehaltef ber Maffe im Gangen. Ef ift bemnach wohl nicht zu zweifeln, daff wo nicht aller, doch ber bei weitem größere Teil des Nidels in dem unauflöslicheren Teile der Masse, und zwar höchst wahrscheinlich in den Lamellen oder Einfaffungsleisten enthalten sei; denn da bei diesem Bersuche die Beite über die Gebühr und so lange fortgesett wurde, bif selbst ein großer, ja der größte Teil der Figuren oder Zwischenfelder ganz durchgeätt, und auch deren Substanz aufgelöst worden war, so konnte wohl nur wenig von jenem Ridelgehalte des Gerippes von dieser letteren herrühren, im Gegenteil ist es weit wahrscheinlicher, dass der in der Flüssigkeit aufgefundene Rickel gehalt von derfelben, oder vielmehr von der Substanz der Einfassungs zumal der Schraffierungsleisten herzuleiten fei, deren gleichzeitige Auflösung, wenn gleich in einem geringeren Grade, schlechterdings immer unvermeidlich ist, bei diesem Versuche aber, der langen Dauer des Prozesses wegen, bedeutend gewesen sein muss. Alle im Obigen geäußerten Bermutungen, binfichtlich def Nidelf und feines Anteilef an der Bildung und Erscheinung des Befüges, fänden fich somit bewährt, so wie wohl auch jene von der Substanz der Streifen, da sich außer Eisen und Ridel kein anderweitiger Stoff in der Auflösung ausmitteln ließ. Bon Roble oder Grafit wollte sich dagegen bei diesen

# Darstellung der abgeschlissenen Fläche an dem bereits erwähnten, in der Von der Null'schen Sammlung befindlichen, schönen Las denstücke<sup>149</sup> von der sibirischen EisensMasse, um das Gefüge zu

Saupts so wie bei mehreren, zum Teil absichtlich darauf vorgenommenen Nebenversuchen durchauf keine Spur finden, und da fich auch von keinem anderweitigen Stoffe, mit Aufnahme def Schwefelf, weber von Silicium noch felbst von Chrom (auch nicht von Robalt), worauf Bedacht genommen wurde, eine Anzeige ergab; so bleibt die Natur der Substanz, welche die Figuren oder Zwischenfelder des Gefüges bildet, zur Zeit noch zweiselhaft. Auf dem Boden des Gefäßes, in welchem die Beige vorgenommen wurde, fanden sich — nehft mehreren teils einzelnen, teils zu zwei und drei zusammenhangenden Lamellen, welche von den Abungsplättigen wegen Mangel an Berbindung abgefallen waren und die mit zur Untersuchung des Gerippes verwendet wurden — mehrere unförmliche Stücke und Rörner (wovon doch einef eine vollkommene Burfelform zeigte), zusammen von 4,40 Gran am Gewichte, von jener brödligeförnigen Substanz, die wir bereitf für Schwefeleisen erkannten, alf welchef sie sich auch durch die Analyse bewährte, und zwar in einem Verhältnisse des Schwefels zum metallischen Gisen wie 0,30: 4,10; ein Berhältnis das demnach weit unter jenem steht, welches für das terrestrische Schwefeleisen im minimum als konstant angenommen wird. Auch jene dichte, härtere Substanz, welche in Gestalt rundlicher Massen eingemengt vorkommt, und namentlich jene oben ermähnte auf bem Lenartoer Eifen, erwief fich alf reinef Schwefeleifen, in welchem jedoch offenbar das Berhältnis des Schwefels zum Eisen — das wegen der allzu geringen Menge, die davon zu Gebote stand, nicht genau ausgemittelt werden konnte — ein ganz anderes ist. Es geht hieraus die Richtigkeit ber schon früher gemachten Bemerkung hervor, dass Schwefeleisen in den Meteor-Massen von ganz eigener und von febr mannigfaltiger Art fei, und daff man bei beffen Beurteilung nicht von dem für das terreftrische Schwefeleisen festgesetzen Prinzip aufgeben, und vollends bei Bestimmung des quantitativen Berhältnisses desselben nicht stöchiometrisch vorgehen dürfe.

Noch must ich bei dieser Gelegenheit des Resultates eines Versuches erwähnen, welches einerseits die zu vermuten gewesene Zerstärbarkeit dieses Schweseleisens durch hitze, andererseits die nicht minder a priori wahrscheinlich gewesene, bochft schwere Schmelzbarkeit des Meteor-Eisens bestätiget, und somit meine bin und wieder geäußerten Zweifel gegen die herrschende Meinung, als waren die Meteor-Massen mehr oder weniger das Produkt eines Schmeld-Prozesses, und als kämen die Metall-Massen wohl gar im geschmolzenen Zustande selbst zu Erde, zu bekräftigen scheint. Es wurde nämlich ein drei Quantchen schweres Stud gewöhnliches, weißes Robeisen, und gleichzeitig ein 1 Linie didef, 40 Gran wiegendes Plättigen vom Elbogner Eisen, weldtes von einem, ganz mit foldem Schwefeleisen ausgefüllten Risse durchzogen war, zu schmelzen versucht. Jenes Stüd Robeisen schmolz bei ungefähr 130° Wedgd. vollkommen; das Plättchen Weteor Eisen dagegen blieb gang unverändert, felbst an den scharfen Ranten und Eden; aber das im Nisse enthalten gewesene Schwefeleisen war ganz zerstört. Und diese Zerstörung nahm selbst schon bei sehr mäßiger Rotglühhitze ihren Anfang. Wie könnten sich bemnach die feinen Atome von Schwefeleisen, mit welchen die lodere, porose Steinmasse der Meteor-Steine, und vollends die Metall-Massen vom Mittelpunkte bis zur äußersten Oberfläche ganz durchsäet sind, so unverändert im metallischen und zum Teil selbst im kristallinischen Bustande erhalten haben, wenn erstere auch nur eine folde hite, welche zur Erzeugung der Rinde auf diesem Bege nötig ift, und lettere eine solche — burchdringende und anhaltende — welche etwa notwendig sein dürfte, – oft von mehreren Zentnern — in Fluff zu bringen, aufgestanden hätten.

149 S zeichnet sich dieses (28 Loth wiegende) Stück durch ein besonders frisches Ansehen, reine und gute Erhaltung, durch Größe der Metall-Zacken, und vorzüglich durch einen ausfallend reichen Gehalt am olivinartigen Gemengteile aus, so dass dieser im Ganzen, dem Bolum nach, wohl mehr alf der Anteil am Metalle betragen möchte. Obgleich dieser Gemengteil hier — was sonzt nur selten und im Einzelnen der Kall ist — größten Teils in einem besonder reinen Zustande und hohen Grade von Austildung vorsommt, so zeigt er doch eine Menge von Abstusungen darin, und geht — wie bereits in der Beschreibung desselben bei den Meteor-Steinen bemerkt worden ist, nur in umgekehrter Progression, in entgegen gesetzem Quantitäts Verhältnisse und gewöhnlich mit Abnahme an Volum der Massen — aus den lichtesten, blass gelblich-weißen und grünlichen Farben, einerseits durch wachs und honiggelbe Tinten ins Dunkelbräunliche, Zimtbraune und selbst ins Hyacinthrote, andererseits durch spargels und pistaziengrüne ins Schmußigs und Olivengrüne über, und in eben dem Maße nehmen die Grade der Durchscheinenheit, vom vollkommen Durchsichtigen bis zum Undurchsichtigen ab; der Glasglanz nähert sich immer mehr und mehr dem Fettglanze; der Bruch verläuft sich aus dem flachmußichten, versteckt blätterigen, in den ebenen, nicht selten mit deutlich blätterigen, oft selbst schaligen Absonderungen; die scharffantigen Bruchstücke erscheinen stumpfer; und die

versinnlichen, welches eine ähnliche Ützung auf der polierten Obersstäche der durchschnittenen Metall-Zacken zum Vorschein gebracht hat. Es zeigt dasselbe zwar einige Abweichung von jenem obiger derber Eisen-Massen, im Wesentlichen aber doch dasselbe; nämlich: eine wo nicht so regelmäßige und vielsach vereinzelnte, doch eine ähnliche und ebenso scharfe Absonderung von wenigstens zwei hesterogen scheinenden metallischen Substanzen. Die Obersläche eines jeden solchen geäten Zackens zeigt nämlich, gleichsam als Kern desselben, ein Feld von matter, eisengrauer Farbe, welches von einem zwar nicht immer gleich breiten, aber scharf abgeschnittenen, und selbst durch eine mitrostopisch seine Linie getrennten Saume von spiegelicht glänzender, start ins Silberweiße fallender Farbe, einsgesasst ist, der, indem er die Kante der Fläche ober den Rand

Bärte finkt vom Glafrigen bis beinabe zum Weichen berab. Nur höchst selten findet sich, selbst an diesem Stücke, ein einzelnes Korn, wenn nur von einiger Größe, das, zumal im höheren Grade von Reinheit, auf jener Suite von Eigenschaften durchauf nur ein Glied zeigte; gewöhnlich finden sich deren zwei auch drei, oft sehr entfernte, meistenf aber ineinander verlaufende, an einem und bemfelben. Sehr haufig aber, obgleich an biefem Stude nur wenig und nur stellenweise, bagegen an ben meisten Stüden die ich kenne, namentlich bem großen (5 1/2 Pfund schweren), und noch mehr an dem — angeblich auf Norwegen herstammenden (über 2 Pfund schweren) Stücke der kaiserl. Sammlung; so auch an der, im Museum zu Gotha aufbewahrten, in Sachsen aufgefundenen ähnlichen, ästig-zelligen Eisenmasse, und wie auch Graf Bournon von dem einen größeren, mehrere Pfund wiegenden Stücke ber Howard'ichen Sammlung bemerkt — bei weitem vorwaltend, findet sich bieser Gemengteil in ähnlichen, doch meistens in den unvollkommensten oder doch minder vollkommenen Graden von Ausbildung in gang unförmlichen, größeren und kleineren Rörnern und Bruchftuden, zum Zeil in, bem Eisenspate in verschiedenen Abstufungen, ungemein ähnlichen Partien von blätterigem Gefüge zusammen gemengt und durch Eisenornd zu einer festen, fompakten Masse gleichsam zusammen gekittet, und bildet gewisser Massen eine Grundmasse, welche von Zaden des Gediegeneisens durchwachsen ist, die bie und da als Spigen über die Oberfläche bervorragen, aber nur böchst felten, und dann nur unvollkommene, fleine Zellen bilden. Die und da findet fich an allen größeren Stüden der Art, und namentlich auch an einem großen (3 Pfund 19 Loth schweren) Stücke im Besitze Er. kaiserl. Hobeit bef Ergbergogf Johann (im Johanneo gu Graß) — baf in hinsicht auf Frischbeit im Anseben, ber guten Erhaltung, der Größe der Metall-Zaden und der Ausgeschiedenheit und Reinheit des Dlivines im Einzelnen, jenem auf der Von der Rull'schen Sammlung keineswegf nachsteht — in größeren oder kleineren Partien, eine ganz erdige, trodne, jum Zeil ganz zerreibliche, matte, graulichweiße, ber Brundmaffe ber Meteor-Steine vollkommen ähnliche Substanz (wie auch Graf Bournon an jenem größeren Howard'schen Stücke bemerkte), die vielleicht für verwitterte Olivin-Masse angesehen werden könnte, mandzer Rücksichten wegen aber wohl richtiger für ursprünglich minder aufgebildeten Olivin, oder für wirkliche, jener ber Meteor-Steine gang ähnliche, Grundmaffe zu halten fein möchte. Die abgeschliffene Fläche eines fürzlich erhaltenen fleinen Stüdes der Art, welches diese erdige Substanz mit jener unförmlich gemengten, verschieden gefärbten Olivin-Masse in bedeutender Menge und nur mit einzelnen wenigen und garten Metall-Baden durchwachsen zeigt, würde jedermann eber für die eines Meteor Steinef, als eines Stüdes vom sibirischen Gifen erkennen.

def Umrisses vom Zacken selbst bildet, jenes Feld ringsum begrenzt. Die Form dieser Felder ist keineswegs gleichförmig und regelmäßig — so wie jene der Zwischenfelder oder Figuren an den derben Eisen-Massen zu sein pflegt — sondern vielmehr höchst verschieden und unbestimmt, indem sie ziemlich genau dem Umrisse des Zackens entspricht. Die Grenzlinie jener Felder folgt nämlich allen Eden, Krümmungen und Ausbuchten des Zackenrandes, nur mit der Abweichung, dass sie nicht immer gleich weit vom äußersten Rande sich entfernt, so z. B. in den Krümmungen einen verhältnismäßig fleineren Bogen, in den Eden meistens einen weit spizeren und mehr gedehnten Winkel bildet; bisweilen macht aber doch der Umriss eines Feldes eine Krümmung oder Ede, die jenem des Zackens nicht entspricht. Da nun der Saum den Rand des Zackens oder die Rante der Fläche desselben bildet und den Zwischenraum zwischen dieser und dem Felde auffüllt; so folgt, dass derselbe ungleich breit sein müsse. Im Durchschnitte hat er eine Breite von  $\frac{1}{3}$  oder  $\frac{1}{4}$ Linie, oft jedoch kaum von  $\frac{1}{12}$  Linie; dagegen nicht selten, zumal in den Krümmungen, von einer halben, und in den Eden bisweilen selbst von einer ganzen Linie.

Wo die Fläche eines Zackens sehr schmal ist, wo nämlich der Schnitt einen Seiten» oder Verbindungsast, oder die Schneide eines liegenden Zackens traf, da zeigt sich kein Feld oder Kern, sondern die Säume von beiden Nändern stoßen zusammen und sind bloß durch eine zarte Linie getrennt; wie sich aber diese Fläche erweitert (was sehr oft bei Seiten» und Verbindungsästen der Fall ist, indem sie sich gegen die Hauptstämme hin verdicken), so trennen sich die beiden Säume und der Kern erscheint als ein grauer Strich, der

nach Maßgabe der zunehmenden Breite der Fläche immer breiter und endlich zu einem Felde wird, dessen Umriss wieder jenem der Fläche entspricht.

Da mir die Akung an diesem Stücke zu schwach schien, so ersuchte ich Herrn v. Widmannstätten, zum Behufe dieser Ausarbeitung an einem kleinen Stücke von diesem Eisen in meinem Besitze einige abgeschnittene Zacken stärker und bis auf jenen Grad zu äßen, bis zu welchem jene Flächen obiger derber Eisen-Massen, um eines Abdruckef fähig zu sein, früher von ihm selbst geät worden waren. Es zeigte sich nun, dass die Substanz des Kernes, der nun dunkler eisengrau erschien, ganz jener der Figuren oder Zwischenfelder, die des Saumes oder Außenrandes der Zacken aber vollkommen jener der Streifen entspreche, indem sie nun nicht nur in eben dem Grade gegen erstere vertieft, sondern auch von ganz ähnlicher, zinkweißer Farbe und mit gleicher und zwar ziemlich grobnarbiger Oberfläche erschien; und dass endlich jene zarten Linien, welche zuvor zwischen Kern und Saum bemerkt wurden, vollkommen mit den Einfassungsleisten überein kommen, indem sie nun ebenso erhaben und ganz von gleicher Beschaffenheit sich zeigten. Es finden sich demnach auch an dieser Metall-Masse jene drei verschiedenartigen Substanzen, welche bei den derben Meteor-Eisenmassen das beschriebene Gefüge bilden, und zwar ebenso deutlich ausgesprochen und scharf begrenzt und ganz von derselben Beschaffenheit, nur mit dem Unterschiede, dass sie hier nicht mit jener kriskallinischen Regelmäßigkeit aufgeschieden und gegenseitig gelagert sind. 150

<sup>150</sup> Ein mit einem zweiten ähnlichen Stücke von dieser Masse vorgenommener Versuch zum Blau-Anlausen durch Erhikung gab nicht nur ein vollkommen entsprechendes Resultat, sondern brachte auch eine Menge höchst zarter Linien — Einfassungs- und Schraffierungsleisten — zum Vorschein, die sich auf dem teils violetten teils dunkelblauen

Die Oberfläche jener Zacken, welche nur fein poliert, aber nicht geäßt wurde (welches letztere am Von der Null'schen Stücke — wie auch auf der Darstellung zu ersehen ist — nur auf der einen Hälfte der abgeschlissenen Fläche geschah), zeigt von dieser Trennung der Substanzen, in Kern und Saum, Feld und Einfassung, so wie ähnlich behandelte Flächen an den derben Massen, noch keine Spur, sondern es hat dieselbe ein ganz gleichsörmiges Ansehen, gleichen spiegelichten Glanz, und eine durchaus gleiche, sehr licht stahlgraue, start ins Silberweiße fallende Farbe.

Die zerstreut und mechanisch eingemengte, bröckligsförnige Substanz (das Schwefeleisen) zeigt sich aber hier wie dort und so wie bei jenen derben Massen, sehr deutlich und häufig, so dass sie hier wenigstens den sechsten Teil des gesamten Metall-Anteiles dieser Masse ausmachen dürfte, von welchem sie sich durch ihr förniges oder doch rissiges Ansehen, durch eine Zinkweiße, schwach inf Nötliche ziehende Farbe und durch einen schwächeren Glanz außeichnet. Sie findet sich teils in einzelnen kleinen und äußerst fleinen Körnern, teils in größeren bröcklig zusammen gehäuften Partien, teils in dichteren, zart rissigen Massen, und zwar meistens am Rande der Zellen, welche durch die Metall-Zacken gebildet werden und den Olivin einschließen, und die sie oft, entweder ganz oder stellenweise und abwechselnd mit dem Eisen und zwischen dieses gleichsam eingekeilt, gleich einer, obgleich ungleichförmigen Einfassung umgibt. Bisweilen bildet sie selbst ganze Nebenzacken, Seiten oder Verbindungsäste von den Haupkacken oder Stämmen

Grunde durch eine schön goldgelbe Farbe außeichneten, und die, wahrscheinlich ihrer Zartheit wegen, durch die Säure zerstört wurden, daher sich an dem geätzten Stücke nur hie und da Spuren davon finden. Und genau dasselbe zeigte ein Stücken von jener sächsischen Masse.

des Eisens; in jedem Falle ist sie aber immer durch eine zarte Furche von diesem geschieden.

## 9 Zehnte Tafel.

#### 9.1 Plan der Gegend um Stannern in Mähren,

in der sich, am 22. Mai 1808, jener merkwürdige Steinfall ereignete, 151 von welchem viele der ausgezeichnetsten Steine hier beschrieben und dargestellt worden sind.

Es erstreckt sich dieser Plan<sup>152</sup> über eine Gegend von 4 Meilen in der Länge (von dem Marktslecken Schelletau in S. bis zur Kreisstadt Iglau in N.), und auf 2 Meilen in der größten Breite (von den Landskädtchen Telsch und Trisch in W. bis zum Dorfe Pirnit in D.), durch welche die mährisch-böhmische Postskraße, beisnahe in gerader Nichtung von S. nach N., durch den Marktslecken Stannern zieht, der ziemlich im Mittelpunkte dieses Flächenraumes (in einer Entsernung von 20 Meilen N. W. von Wien, 22 S. D. von Prag, und 13 N. W. von Brünn) liegt.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>Umständliche Nachrichten davon — die Refultate einer schon am sechsten Zage nach dem Ereignisse an Ort und Stelle gemeinschaftlich mit herrn Direktor v. Widmannstätten und unter Mitwirkung def f. f. Kreisamtes zu Iglau von mir vorgenommenen förmlichen und wissenschaftlichen Untersuchung — finden sich in Gilberts Annalen der Physik, Bd. 29, Jahrg. 1808. Leider wurde die Fortsetzung derselben — zu welcher die nicht genug anzurühmende Betriebsamkeit jener Landesbehörde, und insbesondere die, bei dieser Gelegenheit gar sehr in Anspruch genommene, zum Blüd durch das eigene Interesse den anziehenden Gegenstand lebhaft angeregte persönliche Aufmerksamkeit von Seite bef herrn Rreisbauptmannes, Gubernialrates v. huf, Materialien zu Genüge geliefert hatten (indem noch im Laufe deffelben Jahref eine zwei Mahl wiederholte Durchsuchung def Flächenraumef nach den etwa verborgen liegenden und die forgfältigste Nachforschung über die bereits aufgefundenen Steine, eine ebenso oftmalige amtliche Einberufung und Vernehmung aller Finder und Beobachter von solchen, und endlich, gemeinschaftlich mit den angrenzenden Kreisämtern, sehr umständliche Nachforschungen über die Ausbehnung und Grenzen einiger, die Begebenheit begleitender, merkwürdiger Rebenerscheinungen vorgenommen und die Refultate davon bereits eingesendet worden waren) — so wie die Bekanntmachung vieler dahin Bezug habender Untersuchungen, Arbeiten und Bersuche (alf Fortsetung jener, welche bereits im 31. Bande besselben Werkes angefangen wurde), durch die ungunftigen Zeitumstände — den Ausbruch des Krieges von 1809 — unterbrochen, und durch deren lange Fortdauer und Folgen zuletzt ganz unterbleiben gemacht.

<sup>152</sup> Ef wurde dieser Plan, auf Anordnung der betreffenden hohen Landesstelle, nach den mitgeteilten Anforderungen durch den Landes Ingenieur Herrn v. Berniere in Frühjahre 1809 vor Bestellung der Gründe und nachdem alle oben erwähnten Untersuchungen und Nachsorschungen bereits vollendet waren, unter Leitung des k. k. Kreisamtes und mit Zuziehung der Ortsobrigseiten und aller jener Individuen, welche Steine aufgefunden oder im Niederfallen beobachtet hatten, an Ort und Stelle aufgenommen, und nach einem willkürlichen aber bestimmten Maßstabe — welcher zur gegenwärtigen Kopie genau auf die Hälfte reduziert wurde — ausgefertiget.

Es sind in demselben nicht nur alle innerhalb dieses Umkreises befindlichen Ortschaften in ihrer gehörigen Lage aufgeführt, Hügel und Täler, Gehölze, Waldungen, Ücker und Wiesen, Väche und Teiche, Wege und Fußsteige nach deren verhältnismäßiger Ausdehnung angedeutet, sondern auch die einzelnen Stellen, wo Steine aufgefunden oder im Niederfallen mit Verlässlichkeit beobachtet, 153 und wo sie von den Findern oder Beobachtern auf dem Plate selbst angegeben worden waren, mit möglichster Genauigkeit durch Punket und fortlausende Zahlen bezeichnet. Letzere beziehen sich auf eine dem Plane beigesügte Tabelle, welche die Nahmen der Deponeneten nach ihren Wohnorten und in der Ordnung, nach welcher die amtliche Verhandlung ihrer Vernehmung gepflogen wurde, und das Gewicht der einzelnen Steine, welches teils nach wirklicher Abswiegung, teils nach einer beiläusigen Abschäung bestimmt worden war, angibt.

Bezeichnet man die Grenzen des von Steinen wirklich befallenen Flächenraumes nach den äußersten Punkten oder den entserntesten Fallstellen (wie dies auf der Karte durch eine punktierte Linie geschehen ist); so erhält man ein elliptisches Feld, <sup>154</sup> das ziemlich

<sup>153</sup> Solcher, bloß im Niederfallen beobachteter und nicht wirklich aufgefundener Steine, sind in diese Zabelle eigentlich nur zwei aufgenommen worden; nämlich die beiden unter Nr. 30 und 42 im Plane angedeuteten, welche in den einen bei Stannern gelegenen Zeich fallen gesehen und gehört wurden.

<sup>154</sup>In der Boraussegung — die übrigens alle Wahrscheinlichkeit für sich hat — dass die niederfallenden Steine Trümmer oder Bruchstüde einer Masse (des Meteors oder einer, dei solchen Ereignissen gewöhnlich — wie auch bei diesem — beobachteten, so genannten Feuerkugel) sind, welche, in Folge wiederholter Zersprengung oder Zerplatung letzterer während ihres mehr oder weniger horizontalen oder vielmehr (weil sie selbst im Niederfallen ist) parabolischen Zuges durch unsere Atmosphäre, von ihr losgetrennt und nach allen denkbaren Nichtungen hinweg geschleudert werden, sit die elliptische (und ost selbst — wie gerade hier — vollkommen und zugespitzt eisörmige) Form des Flächenraumes, auf welchen dieselben niedersallen und dessen Grenzen ihre entserntesten Fallstellen bestimmen, sehr begreislich, und die natürliche Folge teils der Vorwärtsbewegung der Masse selbst, während sener sutzessinden Vruchstüde, welche letztere, selbst bei ganz gleichgesetzten Wurstraft, nach der Nichtung, in welcher die Wegsschleuderung geschieht, verschieden gedacht werden muss. Ein anderes ist er nämlich, wenn diese Wurstraft

das Mittel jener Gegend einnimmt, den Marktslecken Stannern beinahe zum Mittelpunkte hat, bei 7000 Klaster in der Länge und über 2600 in der größten Breite misst und einen Flächeninhalt von mehr als zwölf Millionen Quadrat-Klaster begreift. 155

Eine innerhalb dieses Feldes von der äußersten Fallstelle in N. (Nr. 60) bis zur äußersten in S. (Nr. 1) gezogene Linie — welche eine der Richtung des magnetischen Meridians parallel lausende (vorausgesett dass bei Übertragung der Stellung der Magnetnadel auf den Plan die damals Statt gehabte Abweichung gehörig berücksichtigt wurde) unter einem Winkel von etwa 7° durchschneiden möchte — würde dasselbe der Länge nach in zweisehr ungleiche Hälften teilen, 156 und eine Linie, welche man quer

verstärft wird, als wenn sie nach seitwärts, nach hinten oder vollends nach abwärts Statt findet, in welchen Fällen der, der Burstraft entgegenwirsenden, Schwerfraft der einzelnen Steine weniger Widerstand geboten, oder diese wohl gar selbst versärtt wird. Im ersteren Falle müssen die Steine ungleich weiter vom Mittelpunkte der Explosion und weit langsamer, nämlich nach Maßgabe der Höhe, auf welcher diese vor sich ging, in einer mehr oder weniger schiesen oder parabolischen Richtung zur Erde kommen; in letzteren Fällen dagegen weit näher ienem Centro oder selbst in demselben, schneller und mehr oder weniger senkrecht niederfallen. Und in dieser so mannigsaltig modifizierten und komplizierten Fallsewegung, vollends aber in der weitern Zersprengung einzelner solcher Bruchstücke während derselben (wosür nicht nur mehrere bei solchen Ereignissen gewöhnlich beobachtete Rebenerscheinungen, sondern wei aus obigen Beschreibungen erhellet — manche Beobachtungen an den Steinen selbst — zumal rücksichtlich der verschiedenen Beschaffenheit der Obersläche und der Rinde an einem und demselben Stücke — zu sprechen scheinen), wodurch sie wieder abgeändert und in eine neue, ähnliche, auf eben die Art und noch mehr komplizierte ausgelöset wird, möchte wohl die Erklärung ienes rätselbasten Umstandes zu suchen sein, dass viele Steine, tros ihres bedeutenden spezisischen Gewichtes und der beträchtlichen Höhe, in welcher deren Lostrennung von der Wasse in den meisten Fällen vorzugehen scheint, so äußerst sanst auffallen, dass sie kaum die Erde ausschlichen, eine Strecke weit fortrollen oder aus weichem, lockern Boden oberschächlich liegen bleiben.

155 Da, wie auf dem Folgenden erhellen wird, sowohl der Zahl und Masse als dem Gewichte nach, doch wenigstens zwei Drittel der bei diesem Ereignisse niedergefallenen Steine mit hinlänglicher Verlässlichkeit ausgemittelt und die Fallsstellen derselben angegeben werden konnten, und da vorzüglich auf die Grenzpunkte alle Ausmerksamkeit gerichtet worden war; so dürfte die angegebene Lage, Richtung und Ausdehnung dieses Feldes als ziemlich richtig angenommen werden können.

156 Obgleich, auch in Annahme obiger Borausseung, eine solche, die größere Uchse der Ellipse, und somit wohl auch beiläusig den Zug des Meteors bezeichnende Linie, überhaupt nur höchst unsicher auf die wahre Bahn des Meteors schließen ließe, indem dies vorausseunen würde, dass die äußersten Punkte derselben durch Steine bestimmt worden wären, die in einer ihr vollkommen entsprechenden Richtung von der Masse abgeschleubert wurden — was wohl bei einem ähnlichen Vorfalle se erweissich sein möchte — so wäre dies hier umso weniger zulässlich, da ein Orittel der wahrscheinlich gefallenen Steine, wenigstens ihren Fallstellen nach, nicht ausgemittelt werden konnten, wovon doch leicht einige — welches hier, wie aus dem Folgenden erhellen wird, wirklich höchst wahrscheinlich der Fall war — wenn gleich noch innerhalb des Feldes, doch so zu liegen gekommen sein konnten, dass sie Richtung iener Linie abändern würden, wenn auch keiner davon, als der Bahn vollkommen entsprechend, den wahren Endpunkt

durch dasselbe, und zwar von der äußersten Fallstelle in D. (Nr. 51) zur äußersten in W. (Nr. 63) zöge, würde jene etwas über dem Mittel ihrer Länge, dem Nordende etwas näher, durchkreuzen.

Bei einiger Aufmerksamkeit auf die Punkte, welche die Fallstelslen der Steine bezeichnen, bemerkt man bald, dass sie nicht durchauf und gleichförmig über das Feld verbreitet, sondern vielmehr deutlich in drei Gruppen verteilt sind, die durch beträchtliche, ganz freie Zwischenräume voneinander getrennt werden und in deren Mittel sie zum Teil — wenigstens auf der Karte — ziemlich dicht erscheisnen, indes sie außerhalb desselben sehr weitschichtig und nach allen Richtungen um selbes herum zerstreut vorkommen. 157

Die eine Gruppe findet sich am nördlichen Ende des Feldes, bei dem Orte Reustift und zwischen diesem und dem Orte Roschis, und begreift vier Fallstellen, die sich ziemlich nahe sind, so dass die einzelnen Steine kaum 300 bis 400 Klaster weit voneinander enternt zu liegen kamen, und einen Flächenraum von etwa 200,000 Quadrat-Klaster einschließen. Die zweite Gruppe zeigt sich ziemlich genau im Mittel des elliptischen Feldes und ungleich beträchtlicher an Zahl der Fallsstellen sowohl als an Ausdehnung, in und um Stannern, bei Sorez, Falkenau und bis über Mitteldorf und Otten in W. und gegen Hasliz in O. hinaus. Sie begreift 36 Fallsstellen,

derselben bezeichnet haben sollte.

<sup>157</sup> Diese Gruppen oder partienweisen Steinniederfälle entsprächen nun wirklich den angenommenen sukzessiven Zerplakungen des Meteors umso mehr, als diese selbst durch ebenso viele Haupt-Detonationen während des Ereignisses, die gleich starken Kanonenschüssen oder gewaltigen Donnerschlägen selbst auf sehr weite Entsernung — nach gewissen Richtungen auf 10 bis 14 Meilen weit — ziemlich allgemein vernommen worden waren, bezeichnet wurden; so wie wohl auch die gedrängtere Lage der Fallstellen unmittelbar und gleichsam im Centro dieser Gruppen, dagegen die weite Zerstreuung vieler anderer, ossend abzu gehöriger, um dasselbe in sehr verschiedenen Abständen, obige Schlussfolgerung in Betress der so mannigsaltigen und komplizierten Wursse und Fallsbewegung der Bruchstücke, und vollends das eigene, nach einstimmiger Aussage, einem Pelotons oder kleinem Gewehrfeuer ähnliche, fortgesetzte Getöse, die Annahme einer wiederholten Zersprengung vieler einzelner Steine während ihres Falles zu bekräftigen scheinen.

wovon 16 gewisser Maßen die Hauptgruppe oder das Mittel derselben bilden, die sich zum Teil besonders nahe sind, nämlich auf 100, 200 bis 300 Klaster, und zusammen einen Flächenraum von kaum 600,000 Duadrat-Klaster einschließen; die übrigen liegen mehr zerstreut und in weit größeren Entsernungen, so dass manche 400 bis 600 Klaster voneinander und die äußersten in D. und W. (Nr. 51 und 63) von einem als wahrscheinlich anzunehmens den Mittelpunkte der Gruppe, über 1000 und bei 1600 Klaster abstehen, und so dass alle 36 Fallsstellen einen Flächenraum von nahe an 5 bis 6 Millionen Quadrat-Klaster einnehmen. Die

Wenn man nun erwäget, dass der Umfang der bei diesem Ereignisse niedergefallenen Masse im Ganzen (als Feuerkugel) — deren Form als sphäroidisch sich gedacht und die physlische Beschaffenheit ihrer Substanz in dem Zustande angenommen, in welchem die einzelnen Steine als Bruchstücke derselben zur Erde kommen — nach

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup>Diese beträchtlichen Fallsentsernungen sehen eine, den einzelnen Bruchstücken mitgeteilte, horizontale Bewegung und eine Wurffraft vorauf, die sich, bei der Sobe in der jene Explosionen, welche selbe bewirken sollen, vorzugehen scheinen, einerseits mit dem spezifischen Gewichte dieser Massen und der darauf resultierenden und jener entgegen wirkenden Schwerkraft, andererseits mit der leichten Zersprengbarkeit, dem lodern Rohäsion Zustande, in welchem sie wenigstenf zur Erde kommen, nicht wohl zusammen reimen lassen. Und noch mehr alf diese beträchtlichen Fallsentfernungen der Steine sprechen für die Gewalt, welche die Explosionen der Masse bewirkt, die ausnehmende Stärke und die weite Ausbehnung des Getoses, das dieselben bezeichnet, und welches bei allen ähnlichen Ereignissen in einem ziemlich gleichen Grade und von auffallend gleichförmiger Art beobachtet wurde. So verbreitete sich bei diesem Ereignisse — nach den Resultaten einer im Laufe desselben Jahres noch von dem Kreisamte zu Iglau einvernehmlich mit den angrenzenden Kreifämtern von Inaim in Mähren, Czassau und Sabor in Böhmen, und von Rorneuburg und Rremf in Ofterreich (beren sowie aller untergeordneten Behörden tätige Mitwirfung über hundert, mit Protofollen und andern Dokumenten belegte, Amtsberichte bewährten) in dieser Beziehung gepflogene Untersuchungsverhandlung — bas Getöse — wenigstens jenes der Haupt Detonationen — von Stannern auf den Ort felbst als Mittelpunkt angenommen — in N. gegen Czaslau auf 4, in D. gegen Brünn auf 8, in S. gegen Stockerau und in B. gegen Tabor felbst bif auf 14 Meilen weit, und zwar mit solcher Stärke noch, daff mit demselben, wenigstenf nach jenen weitern Richtungen bin, auf eine Entfernung von 8 bis 12 Meilen von jenem Mittelpunfte, eine Erschütterung der Gebäude und ein Rlirren der Fenster bemerkt wurde. (Merkwürdig ift, dass die Grenzen des Flächenraumes, über welchen sich diesel Getöse ausgebreitet hatte, die ich nach den, mit ben Berichten erhaltenen, fehr genauen Angaben und nach ben bezeichneten Ortschaften auf eine Rarte übertrug, eine ähnliche und jener des von den Steinen befallenen Flächenraumes entsprechende Ellipse gaben, deren größere Adsse ebenfalls wie die von jener von R. R. B. gegen S. S. D. und derselben sehr parallel lief, und dass damit auch ganz auffallend die Richtung und Ausbehnung des in Begleitung des Phänomenes beobachteten und unbezweifelbar mit demselben zusammenhangenden Nebels überein kam, der nur auf engere Grenzen als das Getöse beschränkt war, indem sich derselbe in S. auf 8, in N. kaum auf 4, in W. nur wenig weiter, in D. nicht einmal so weit erstreckte. Dass der Nebel sowohl als vorzüglich das Getöse sich bedeutend weiter gegen S. und B. alf gegen R. und D. aufgebehnt haben, mag wohl Rebenumftanden zuzuschreiben sein, die leicht darauf Einfluss gehabt haben konnten, 3. B. dem Luftstrome - obgleich während der Dauer des Ereignisses, so wie selbst den gangen Sag über, wenigstenf in der niedereren Region, die Atmosphäre vollkommen ruhig war — zum Seil auch dem Riveau des Terrains, das sich gegen D. und vorzüglich gegen N. beträchtlich erhebt — obgleich diese Erhebung bei der Bobe, in welcher die Explosionen Statt gefunden zu haben scheinen, geradezu keinen großen Einfluff auf die Verbreitung des Schalles gehabt haben kann. -

äußerste, höchst wahrscheinlich zu dieser Gruppe gehörige Kallstelle gegen N. (Nr. 55) steht von der äußersten der vorigen Gruppe gegen S. (Nr. 61) über 1000 Klafter ab, so dass im elliptischen Kelde zwischen diesen beiden Gruppen ein steinfreier Zwischenraum von wenigstens 2 Millionen Quadrat-Rlafter auffällt. Die dritte Gruppe endlich findet sich gegen das südliche Ende des Feldes, zwischen und über den Orten Hungerleiden, Lang- und Klein-Virnit, und zeigt sich ebenfalls sehr beträchtlich an Zahl der Punkte und an Ausbehnung. Erstere beläuft sich auf 26, wovon wieder mehrere, zumal 10, sich ziemlich nahe, nur auf 100, 200 Klafter Entfernung voneinander liegen, so dass sie einen Flächenraum von kaum 2 bis 300,000 Quadrat-Rlafter einschließen. Die übrigen liegen wieder mehr zerstreut und entfernter voneinander, so dass alle zusammen einen Flächenraum von etwa 2 bis 3 Millionen Quadrat-Klafter einnehmen möchten. Diese Gruppe hat sich übrigens mehr in die Länge als in die Breite ausgedehnt, 159 denn der entfernteste Fallspunkt gegen S. (Nr. 1) — der überhaupt auch sehr weit, bei 1600 Klafter, vom wahrscheinlichen Mittelpunkte derselben sich befindet — ist vom äußersten dieser Gruppe gegen N. (Nr. 11. b.) auf 2200 Klafter entfernt, indef der äußerste gegen W. (Nr.

bem wahrscheinlichen absoluten Gewichte von 150 Pfund im Bergleich mit dem spezifischen von 3:1 des Wasserf, kaum mehr als einen Schuh im Durchmesser (in Dampfgestalt — bei gewöhnlicher Kompression — etwa 6000 Kubik-Schuh körperlichen Inhalt) gehabt haben konnte (und bei den meisten ähnlichen Ereignissen muss dieser noch ungleich kleiner gewesen sein, indem die teils im Ganzen teils in nur wenigen einzelnen Stücken herabgefallene Masse oft nur wenige Pfund betrug); so möchte man sich wohl bestimmt sinden von der Zwee, diese Gewalt als eine bloß mechanische zu betrachten, abzugehen und dieselbe vielmehr als die Wirkung eines uns ganz fremden, großen chemischen Prozesses anzusehen, dessen Resultat vielleicht die Vildung der nächsten Bestandteile, in welchen sich uns die meteorischen Massen, wenn sie einmal zur Erde gekommen sind, zu erkennen geben, aus den uns zur Zeit noch unbekannten Urstossen (Chladnis Ur-Materie) sein dürste, und wobei die Explosion und Zertrümmerung der Massen nur Rebenwirkung wäre.

<sup>159</sup> Wahrscheinlich weil der Stein Rr. 1 ziemlich horizontal und der ursprünglichen Bewegung des Meteors entsprechend, folglich mit verstärfter Burftraft, vorwärts geschleubert wurde, daher die schiefste Richtung oder längste Parabel im Falle beschrieb und folglich am weitesten flog, wie dessen Fallsstelle denn auch in gerader Linie bei 1600 Klaster vom annehmbaren Centro dieser Gruppe entfernt liegt.

25) vom äußersten gegen D. (Nr. 18) nur 1300 Klafter absteht. Jener äußerste dieser Gruppe gegen N. (Nr. 11. b.) ist von dem äußersten der vorigen, mittleren Gruppe gegen S. (Nr. 62. b.) ebenfalls auf beinahe 1000 Klafter entsernt, so dass demnach auch hier, wie zwischen letzterer und der ersten Gruppe am Nordende, ein ähnlicher steinfreier Zwischenraum von beiläufig 2 Millionen Duadrat-Klafter bemerkbar wird.

Iene durch die äußersten Fallstellen in N. und S. — nach Angabe des Planes — der Länge nach durch das Feld gezogene Linie durchschneidet eben so wenig den als wahrscheinlich anzunehmenden Mittelpunkt dieser Gruppen als jenen des Feldes im Ganzen; um diesen Forderungen zu entsprechen, müsste eine andere angenommen werden, welche in N. um einige Grade mehr westlich siele, welches den, in mehrsacher Beziehung auch wirklich sehr wahrscheinlichen Umstand voraussehen würde, dass am Nordende des Feldes noch einige Steine, gegen Willenz und Porenz zu, gefallen wären, die nicht zur Notiz kamen oder deren Fallstellen wenigstens nicht ausgemittelt werden konnten. 161

<sup>160</sup> Die Gleicheit dieser steinfreien Räume zwischen den Gruppen, so wie die der Abstände dieser voneinander, sowohl ihrem wahrscheinlichen Mittelpunkte als ihren Endfallstellen nach, ist meines Erachtens sehr merkwürdig, indem sie auf gleiche Intervalle zwischen den Explosionen schließen lässt, welche übrigens auch die Aussagen über das Bernehmen der drei Haupt-Detonationen der Dauer der Zwischenzeit nach, bestätigten.

<sup>161</sup> Obgleich nach alle bem, was bereits über die Explosionen des Meteors und über die so mannigsach modifizierte und komplizierte Wursse und Fallsbewegung, mit welcher die von demselben weggeschleuderten Bruchstüde zur Erde kommen, als wahrscheinlich vorgebrach worden ist, es wohl unmöglich sein dürfte, den wahren Mittelpunkt dieser Gruppen von Fallstellen, und noch mehr jenen, diesen in senkrechter Söhe zentrierenden der Explosionen selbst, mit voller Zuversicht zu bestimmen; so kann man doch mit aller Wahrscheinlichkeit ersteren dort annehmen, wo die meisten Fallstellen und diese im Durchschnitte am dichtesten beisammen liegen, lesteren aber etwas hinter diesem Punkte, da wohl vorausgeset werden kann, das die eigentümliche Bewegung der Masse auf alle von ihr getrennten Bruchstüde mehr oder weniger Einstuss gehabt habe. Der Mittelpunkt der mittleren Gruppe möchte demnach etwa 600 Klaster D. R. D. von der Kirche von Stannern und etwa 1000 Klaster R. von Sorez und 600 S. S. W. von Falkenau zu sesen sein; so dass der äußerste Stein dieser Gruppe in W. 15 bis 1600, der äußerste in D. 1000 bis 1100, der füblichste 12 bis 1600, der nördlichste etwa 800 Klaster davon entsernt zu liegen käme; Entsernungen die den denkbaren Wursse und Fallsbewegungen der dieser Gruppe angehörigen Bruchstüste ganz qut entsprechen möchten. Der Mittelpunkt der dritten Gruppe könnte sich um die Fallsstelle Rr. 11 a. gedacht

Auf einer Übersicht der dem Plane beigefügten Tabelle ergibt sich, dass die vier am nördlichen Ende des elliptischen Feldes nieders gefallenen und die erste Gruppe bildenden Steine alle ansehnlich groß und gewichtig waren (der größte von 13 Pfund, der kleinste — der wohl nur ein Bruchstück eines später im Falle zersprungesnen Steines gewesen sein dürfte — von 28 Loth), und zusammen bei 27 Pfund wogen. Die 36 Steine der mittleren oder zweiten Gruppe betragen dagegen am Gewichte zusammen nur etwas über 55 Pfund, und es waren meistens kleinere oder doch nur mittels

werden, etwa 400 Klafter N. von Lang-Pirnis, 2800 Klafter vom Mittelpunkte der vorigen; so dass der äußerste Stein in 2B. etwa 800, ber in D. 500, ber füblichste 1600, ber nörblichste 600 Klafter bavon zu liegen fame. Bieht man nun eine gerade Linie durch diese beiben Punkte und verlängert sie bis ans Nordende des elliptischen Felbef; fo murde ihr Endpunkt bier gegen Billeng zu, etwa 600 Rlafter öftlich von biefem Orte, und etwa 200 Klafter B. N. W. von der Fallstelle Nr. 60 fallen. Diese Linie — welche etwa um 3 oder 4 Grade von der hier angegebenen Richtung des magnetischen Meridianes abwiche — würde nun nicht nur die beiden in hinsicht der gefallenen Steine am besten beobachteten und den Fallsstellen nach am genauesten ausgemittelten Gruppen in ihrem wahrscheinlichen Mittelpunkte durchschneiben, sondern auch die Zahl der Fallsstellen und selbst den befallenen Alächenraum — obgleich letteref von weniger Belang ist – in zwei ziemlich gleiche Hälften teilen, und somit mit vieler Wahrscheinlichkeit als die mahre Bahn des Meteors bezeichnend angesehen werden können. Es würde dieselbe nur voraussen, dass auf jenen durch sie bezeichneten Punkt, oder vielmehr noch mehr westlich, gegen Willenz oder Porenz zu, einige Steine mit der ersten Explosion innerhalb der Grenzen des elliptischen Feldes gefallen seien. Und dief war höchst wahrscheinlich wirklich der Fall; denn nicht nur, dass von dieser Gruppe nur vier Steine ausgemittelt werben konnten, beren boch, im Berhältnif zur Zahl und Maffe ber übrigen, nicht gar so wenige gefallen sein fönnen, und daff deren Fallstellen so nahe beisammen und alle nach einer Seite bin liegen, so daff kaum ein Mittelpunkt oder eine Durchschnittslinie, am wenigsten eine solche denkbar wäre, welche jener der übrigen Gruppen nur einiger Magen entspräche; so ift ef auch sehr möglich, dass in dieser Gegend mehrere Steine unbeobachtet niederfielen oder nicht aufgefunden wurden, da diese Gegend weit weniger bevölkert ist und während der Momente bef Ereiqniffef beinahe gang von den Einwohnern verlaffen war, die fich eben auf dem weiten Bege zur Rirche nach Stannern befanden; auch hat sich im Verfolg der Nachforschungen ergeben, dass bier nach der Sand wirklich noch einige Steine aufgefunden murben, von welchen aber keine nähere Rotig erhalten werben könnte, so wie auch gleich Anfangf am Zage ber Begebenheit felbst, mehrere Steine und Bruchstüde von Fuhrleuten, Die gerade biefef Wegef und namentlich von Willenz kamen und weiter zogen, von daher nach Stannern gebracht, daselbst gezeigt und weiter mitgenommen wurden, daher auch diese einer späteren Notignehmung entgingen. Sowohl in diesem präsumtiven als in dem bestehenden Falle — wie ihn inzwischen der Plan ausweiset — würde der Mittelpunkt biefer Gruppe von jenem der zweiten oder mittleren in einem ähnlichen Abstande, d. i. von beiläufig 2600 bif 2800 Rlafter, wie der von dieser zu jenem der dritten Gruppe zu liegen kommen, maf auch die oben bemerkte Bleichheit der steinfreien Raume gwischen benselben und des Abstandes der Gruppen en maffe, so wie die Gleichheit bef Zeit-Momentes im Bernehmen der, die Erplosionen bezeichnenden Detonationen vermuten ließen. Der von dem Meteore mahrend biefen Explosionen, die jene Steingruppen als Produkt gaben, auf seinem Juge zurudgelegte Raum, würde demnach eine Strede von 5 bif 6000 Klafter in gerader Linie betreffen, und banach einstimmigen Auffagen so vieler Augen- und Ohrenzeugen des Phänomenes, das begleitende Getöse im Ganzen 6 bis 8 Minuten dauerte, so bestimmt diese Dauer beiläufig den Zeitraum, welchen das Meteor brauchte, jene Strede zurückzulegen; bie Schnelligkeit der Bewegung scheint demnach nicht ausnehmend groß gewesen zu sein, man mag die Söhe auch als noch so beträcklich und die Richtung des Zugef auch noch so schief oder parabolisch annehmen, auch wohl voraussen, daff die Zeitschätzung, wie kaum zu bezweifeln ist, um vieles zu hoch ausgefallen sein möchte.

große Steine, im Durchschnitte von 1 bis 3 Pfund (nur 8 von 2 Pfund und darüber, 3 von 3 und 2 von 4 Pfund, der größte von  $4\frac{1}{2}$  Pfund; dagegen aber auch keiner unter 8 Loth, nur 8 unter 16 Loth, 13 unter einem Pfund). Jene, die dritte, fübliche Gruppe bildenden 26 Steine endlich geben ein Gesamtgewicht von kaum mehr als II Pfund und waren fast durchgehends kleine und sehr kleine Steine, im Durchschnitte von 7 bis 12 Loth (12 davon unter 8, 7 unter 16 Loth, nur einer von  $1\frac{3}{4}$ , der größte etwas über 2 Pfund) der kleinste hier aufgezeichnete wog  $3\frac{1}{2}$  Loth, und ohne Zweisel sind hier noch weit kleinere gefallen, die aber entweder nicht aufgefunden oder der Aufzeichnung nicht wert befunden wurden, wie dies die beiden auf der fünften Tasel, Fig. 3 und 4 abgebildeten, der Anzeige nach auf dieser Gegend herstammenden und folglich zu dieser Gruppe gehörigen Steine bewähren, wovon der eine kaum  $2\frac{1}{2}$  Quäntchen, der andere kaum 56 Gran wiegt.

Die Tabelle weiset übrigens 63 Finder und 66 Steine, und von letzteren ein Gesamtgewicht von 93 Pfund auf. Ich hatte bereits in

<sup>162</sup> Den sprechendsten Beleg für die Richtigkeit dieses merkwürdigen Umstandes, der sich uns bei der Untersuchung des Ereignisses an Ort und Stelle sogleich bemerkbar machte (so wie er bereits von dem französischen Physiter Biot bei Gelegenheit der wissenschaftlichen Untersuchung des Steinfalles bei L'Aigle — bemerkt worden war) — dass nämlich an bem einen Ende ber großen Achse der Ellipse, und zwar - nach bem bei diesen beiden Ereignissen mit aller Berläfflidfeit beobachteten Buge bef Meteorf und ber gangen Erscheinung - mit ber ersten Explosion, meistenf große und darunter die größten Steine, am entgegen gesetten bagegen, mit der letten Explosion, meistenf fleine und die fleinsten, im Mittel und als Produkt der zweiten Explosion, aber meistens mittelgroße Steine fielen (woraus allenfallf zu schließen wäre, dass die Masse Anfangs zäher und schwerer zersprengbar gewesen sein möchte) — und zugleich für die Genauigkeit des Planes und der Zabelle (beren mittels und unmittelbare Zustandebringer denn boch feine entfernte Ahndung dieses Umstandes begen konnten), geben die wirklich vorhandenen, größten Teils lange vor der Zustandebringung jener und unmittelbar auf erster Hand erhaltenen, oben beschriebenen unverbrochenen Steine von diesem Ereigniffe, deren angegebene Kallstellen genau ben Erwartungen (fo wie auch vollkommen den über manche perfönlich eingeholten Privat-Notizen) entsprachen, zu welchen das respektive Bolumen und Gewicht berfelben in diesen Beziehungen berechtigten. So ist der auf der vierten Tafel abgebildete größte Stein zunächst der äußersten Fallstelle am nördlichen Ende des Flächenraumes, als Glied der ersten Gruppe unter Rr. 59 angezeigt, so finden sid die Fig. 5 auf der fünften und Fig. 1 bis 4 auf der sechsten Tafel abgebildeten größeren Steine fämtlich im Mittel def elliptischen Feldes, als Produkt der zweiten Erplosion unter Nr. 45, 26, 35, 43 und 40; bagegen die kleineren Fig. 1. 2. der fünften Tafel, im füblichen Ende und unter der letten Gruppe des Feldes unter Nr. 19 und 16 angebeutet, und die beiben kleinsten, Fig. 3. 4. berselben Tafel, wenigstenf alf in dieser Gegend, nämlich in der Näbe von Lang-Pirnit aufgefunden, angegeben.

der ersten von diesem Ereignisse gegebenen Nachricht, nach den Neschlätzten der an Ort und Stelle gepflogenen Untersuchung und nach Erwägung aller Umstände und Verhältnisse, die Sotal-Zahl der gefallenen Steine auf 100 Stück und das Gesamtgewicht derselben auf 150 Pfund geschätzt, obgleich ich damals nur von 40 aufgefundenen verlässliche Notiz, und troß des angelegentlichsten Einsammelns der bereits aufgefunden gewesenen und der eifrigsten Vetreibung des Aufsuchens der liegen gebliebenen Steine durch zwei Sage, nur 61 Stück (wovon die meisten nur Fragmente waren), am Gewichte zusammen bei 27 Pfund, ausbringen konnte, 163 und ich fand auch

 $<sup>^{163}</sup>$ Die Umstände und Verhältnisse, welche damals- als noch von Seite des, weder durch besondere Neu $ilde{}$ gierde, noch weniger durch Eigennut gereiten Landvolkes jener Gegend keine absichtliche Verheimlichung oder Zurüdhaltung der aufgefundenen Steine zu besorgen war, indem man vielmehr das Förmliche der Verhandlung, das Angelegentliche des Auffuchens und Eintreibens solcher an sich ganz wertloser (der vorherrschenden Meinung nach für angebrannte Mauerstüde einef in die Luft gesprengten Pulver-Magazinef angesehene) Steine und die Bergütung für die dabei bezeigte Willfährigkeit und Bemühung höchst sonderlich fand — bei jener Abschähung Berücklichtiqung beischten, waren: die phyfische und agronomische Beschaffenheit des Klächenraumes — der zum Zeil mit Gebölze und Waldungen bededt, größten Zeils aber bebauet und in dieser Jahregeit von der bereits herangewachsenen Saat bedeckt, das Auffinden der Steine schwierig machte — ferner der Umstand, dass gerade während bef Berlaufef bef Begebenheit das gesamte Landvolk auf ben umliegenden und gerade auf den, ben befallenen Flächenraum begrenzenden Ortschaften auf den Gange zur Pfarrfirche nach Stannern begriffen, größten Zeilf icon in dieser Gegend versammelt, und von ersteren, zumal den entlegeneren in R. und S. schon ziemlich entfernt und mit dem Rücken dahin gekehrt war — so dass folglich in jenem beschränkteren Bezirke die meisten der gefallenen Steine im Nieders oder Auffallen (insofern dies an sich — wie wirklich mehrenteils — der Fall war) beobachtet und daher gleich aufgehoben oder auch später noch bald aufgefunden, in ersteren Gegenden dagegen nur wenige, von den zurud gebliebenen und zufällig gerade im Freien sich befindenden Bewohnern, im Falle bemerkt und daher mehrenteils nach der hand nur zufällig ober durch absidtliches Aufsuchen, gefunden werden konnten. (Dieff bewährte fich auch in ber Folge durch die später aufgefundenen und eingelieferten Steine, die alle auf diefen Gegenden herstammten, so wie durch manche andere, die mir in dieser Zwischenzeit mittels oder unmittelbar zu Befidt und Kenntnif tamen, welche — in Folge der allmählichen Auftlärung und def gereiten Eigennutef späterer Finder — auf Rebenwegen in fremden Besitz geraten waren; und ohne Zweisel kommen, wo nicht alle, doch die meisten Steine jenef Drittelf der wahrscheinlichen Total-Bahl, die, wenigstenf den Findern und den Fallstellen nach, nicht mit Verläfslichkeit ausgemittelt werden konnten, dahin zu verseten.) Ein dritter zu berücksichtigender Umstand war endlich jener, dass eben während und unmittelbar nach ber Begebenheit — bie durch das Bunderbane und Lärmende die ganze Gegend auf ziemlich weite Entfernung, wenigstenf für den ersten Sag, in Angst und Staunen versette — mehrere Reisende auf der Poststraße ab und zu, und mehrere Fuhrleute des Weges von Willenz her, durch diese Gegend kamen, welche teilf selbst aufgefundene, teilf mitgeteilt erhaltene Steine, die ihnen denn doch mehr ober weniger sonderbar (und vielleicht nicht gang so wie angebrannte Mauerstücke) vorgekommen sein mochten, ber Merkwürdigkeit wegen und als Beleg ber von ihnen gang ober zum Teil beobachteten Erscheinung, mit sich fortnahmen. Einem dieser Reisenden — bessen Aufmerksamkeit glücklicherweise lebhafter und von einer richtigeren Ansicht auf angeregt wurde, obgleich derfelbe weder Augen- noch Ohrenzeuge des Phänomenes, sondern nur Zeuge bef ersten Eindrudes war, den dasselbe einige Stunden früher unter den Bewohnern einer so beträchtlichen Strede allgemein verbreitet hatte, und ein Bruchftud eines der gefallenen Steine mitgeteilt erhielt — hatte man auch die erste, verläffliche und hinlänglich frühzeitige Nachricht von diesem Ereignisse zu verdanken, ohne welche die

späterhin, nach den nachträglich erhaltenen Notizen, keine Ursache davon abzugehen. Durch dieses Verzeichnis, das beinahe ein Jahr später zu Stande gebracht wurde — nachdem zu zwei verschiedenen und den günstigsten Perioden (zur Schnitt und Herbstbestellungszeit der Gründe) das sorgfältigste Aufsuchen der etwa verborgen liegenden Steine in der ganzen Gegend veranlasst und alle Individuen, welche seit dem Momente des Ereignisses Steine aufgefunden hatten, oder auch nur um die Aussindung von welchen wusten, zu wiederholten Mahlen amtlich vernommen worden waren — erhielt ich vollends in ieder Beziehung die vollsommenste Bestätigung, und sinde auch jest, nach einer Zwischenzeit von 12 Jahren, während welcher ich nicht versäumte, mittel und unmittelbar meine Nachsorschungen über die Besistwerbreitung der Steine von diesem Ereignisse forzusesen, keinen Grund, jene Annahme auch nur im geringsten abzuändern. 164

Wenn man nun bedenkt, dass jene 100 Steine einen Flächenraum von mehr denn zwölf — oder wenn man streng sein und die
steinfreien Räume zwischen den Gruppen in Abrechnung bringen
will — doch wenigstens von acht Millionen Quadrat-Rlafter trafen, und dass, selbst da wo sie am dichtesten fielen, die einzelnen doch
100 bis 300 Klafter voneinander zu liegen kamen<sup>165</sup>; so wird man

Notiz davon — wie von so vielen ähnlichen — höchst wahrscheinlich auf jene Gegend und den schnell verlöschenden Eindruck beschränkt, für die Geschichte und für die Wissenschaft unbenutt geblieben wäre.

<sup>164</sup> Unter mehr denn 40 ähnlichen Ereignissen, die sich in der neuesten Zeit, den letzten 30 Jahren, zutrugen und wovon wir nähere und verlässliche Rachrichten haben, war dieses — sowohl der Masse im Ganzen als der Zahl der gefallenen Steine nach — eines der bedeutendsten und ergiebigsten; nur ienes, das 1790 in der Gegend von Barbotan, und vollends ienes, welches 1803 bei L'Aigle in Frankreich sich ergab, haben dasselbe in beiden Rücksichten übertrossen, und jene die sich, 1794 zu Siena im Toskansschen, 1807 zu Weston in Nord-Amerika, 1812 zu Toulouse in Frankreich, 1813 zu Limerick in Irland und 1814 zu Agen in Frankreich zutrugen, möchten demselben gleich gestellt werden dürfen.

<sup>165</sup> Diese weitschichtige Zerstreuung der Steine über den befallenen Flächenraum bei Ereignissen der Art, wo deren mehrere und wo sie selbst in großer Menge fielen, wie z. B. bei jenen von L'Aigle, wo zwischen 20 und

ef wohl nicht gar so sonderbar finden, dass bei solchen Ereignissen, wenn sich dieselben selbst bei Tage und in bewohnten Gegenden zutragen, so selten Menschen oder Vieh von den Steinen getrossen werden, so wie man wohl auch in dieser Hinsicht den Ausdruck Steinregen für nicht ganz passend erachten möchte.


3000 über einen Flächenraum von  $2\frac{1}{2}$  franz. Meilen in der Länge und von einer in der Breite verteilt waren; scheint einerseits auf eine beträchtliche Höhe, in welcher die Explosionen vor sich gehen, hinzudeuten, andererseits aber wohl auch die im Obigen vorausgesetze, höchst mannigfaltig und vielseitig wirkende Wurffraft zu bestätigen.

## 10 Erklärung der Titel-Vignette.


Es stellt dieselbe einen massiven, rein aus einem Stücke von der Elbogner Meteor-Eisen-Masse geschnittenen, und ohne alle Hämmerung, bloß durch Feilen zu Stande gebrachten Siegel-Ring von antiker Form vor, dessen Oberteil oder Kranz eingedreht worden war, und der dann im Ganzen sein poliert und auf der Siegelsstäcke mit Salpetersäure auf eine solche Tiese geäßt wurde, dass sich das bei solcher Behandlung zum Vorschein kommende kristallinische Gesüge der Metall-Masse nicht nur deutlich und vollkommen erkennen, sondern sich auch als Zeichnung im geschmolzenen Siegellacke gut abdrucken lässt. Als Devise ist auf jene Fläche ein Pfeil — das in der chemischen Vildersprache zur Vezeichnung des Eisens (dem Mars geweiht) übliche Symbol — in Verbindung mit einem Sterne, in der Richtung des Falles — als ein die Natur und zugleich den Ursprung der Masse bezeichnendes Sinnbild — graviert worden.

Diesem Ringe zur Seite sind zwei Würfel — jeder von beiläufig 4 Linien Seite, und woran an dem einen noch eine der Ecken abgestumpft worden war — dargestellt, welche ebenfalls rein aus einem Stücke jener Masse winkelrecht geschnitten, eben und scharfkantig zugeseilt, sein poliert, und dann im Ganzen, auf allen Flächen und Kanten zugleich, auf einen ähnlichen Grad geätst wurden, um die verhältnismäßige Tiese zu zeigen, auf welche die verschiedenen, das Gesüge der Masse konstituierenden Teile in diesels be eindringen, und wie diese, auf einer bestimmten und im Ganzen gleichförmigen Tiese von der Oberfläche, gegen einander gelagert,


unter einander verbunden und voneinander geschieden sind. (Siehe Seite 81, Note 2.)

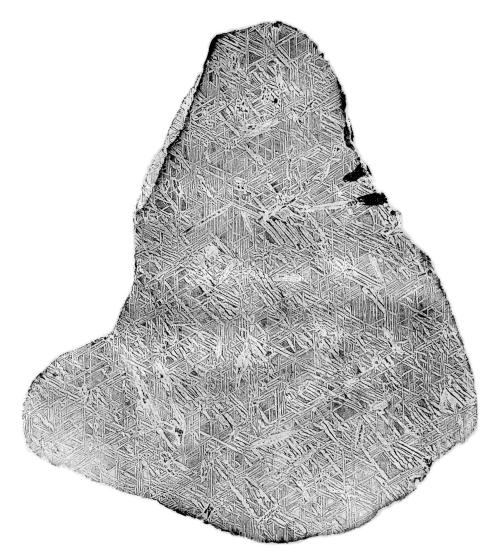


Elbogen.

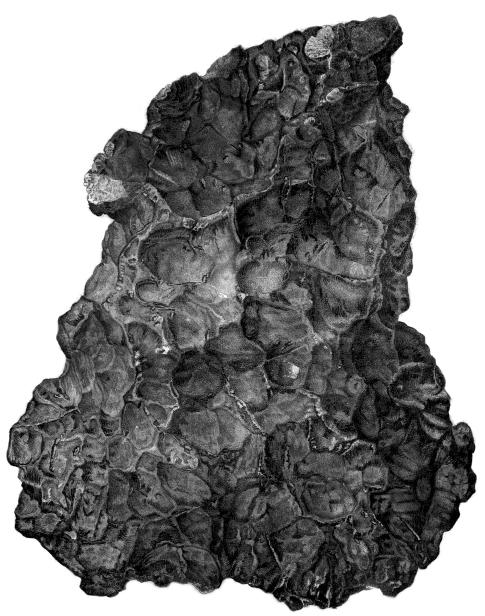


Agram.

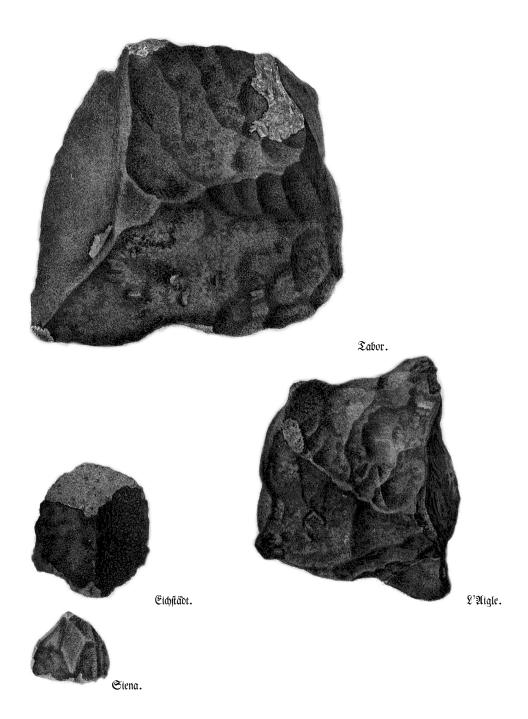

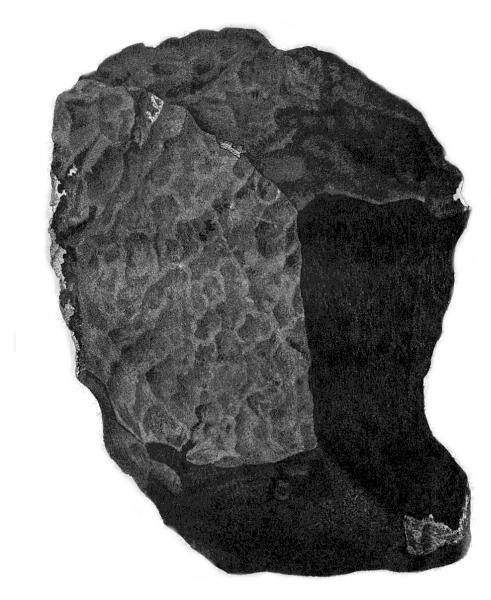

Liffa.

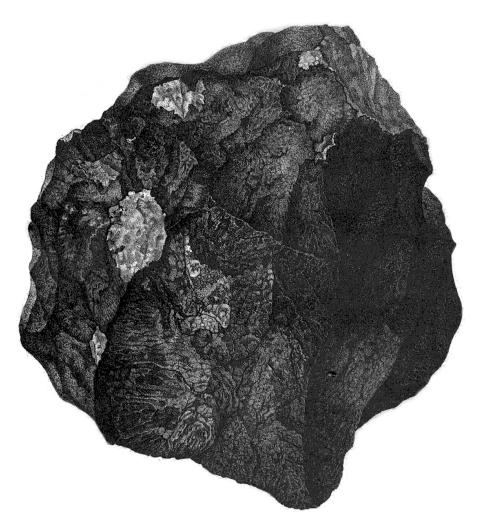

Stannern.

