Beiträge zur Geschichte und Kenntnis meteorischer Stein- und Metall-Massen, und der Erscheinungen, welche deren Niederfallen zu begleiten pflegen.

Von D. Karl von Schreibers,

der österreichischen Erblande Aitter umd Landstande in Vieder-Österreich, P. P. Aate umd Direktor der Sof-Vaturalien-Kabinette, Mityliede der medizinischen Fakultät umd der P. P. Landwirtschafts-Gesellschaft in Wien der königl. Akademie der Wissenschaften zu München der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen der ehemals kaisert.

Leopoldinische Karolinischen Akademie der Natursorscher zu Bonn der königl. Akademie nützlicher Wissenschaften zu Ersurt der Sozietät für National-Industrie und der philomatsichen Gesellschaft zu Paris der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu Lille der kaiserl. Gesellschaft der Natursorscher zu Moscow der Gesellschaft natursorschender Freunde zu Berlin, und der natursorschenden Gesellschaften zu Iena, Leipzig, Zanau, Marburg der mineralogischen Gesellschaften zu Iena, Petersburg, Dresden der Werner'schen Sozietät für Naturbunde zu Edinburgh der physisch-medizinischen zu Erlangen und der pharmazeutischen zu St. Petersburg die niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Zeilkunde zu Bonn der Sozietät für Korst- und Jandbunde zu Dreissigader, u. s. w. Mitgliede, und der mineralogischen Sozietät zu Jena ordentlichem Usselsch



Wien. I820. Im Verlage von I. G. Zeubner.

> Solar Anamnesis Edition CCO I.O Universell

Inhaltsverzeichnis

1	Erste Tasel.	15
2	zweite Tafel.	38
	2.1 Tabor	38
	2.2 L'Uigle	44
	2.3 L ichftäst	47
	2.4 Siena	52
3	Dritte Tafel.	56
	3.1 Liffa	56
4	Vierte Tafel.	64
	4.1 Stannern	64
5	Sünfte Tafel.	70
	5.1 Erste Sigur	70
	5.2 Zweite Sigur. a. b	73
	5.3 Dritte Figur	78
	5.4 Vierte Figur.	82
	5.5 Sünfte Sigur	84
6	Sechste Tafel.	92
	6.1 Erste Sigur	92
	6.2 Zweite Sigur	97
	6.3 Dritte Figur	103
	6.4 Vierte Ligur	110
	6.5 Sünfte Sigur	116
7	Siebente Tafel.	121
	7.1 Stannern	170
	7.2 Siena	J75
	7.3 Benaref	178
	7.4 T ímodýn	183
	7.5 Charfonville	187
	7.6 Saléf	195
	7.7 Stannern	198
8	Achte und neunte Tafel.	200
9	Zehnte Tafel.	244
	9.1 Plan der Gegend um Stannern in Mähren.	244
10	Erklärung der Titel-Vignette.	258

Segnius irritant animos demissa per aures, Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus. Gorat.

Vorrede.

Die seltene Gelegenheit, sich von der Realität und den näbern Umständen eines ebenso wunderbaren als lange und vielfach bestrittenen Naturereignisses — eines so genannten Steinregens persönlich überzeugen zu können, bot sich mir, ebenso unerwartet als höchst erwünscht, im Jahre 1808 bei dem Steinfalle um Stannern in Mähren dar. Wenn gleich nicht als Augenzeuge bei dem Vorfalle selbst zugegen, machten es mir doch die günstigen Umstände einer geringen Entfernung des Schauplatzes von Wien, und einer sehr frühzeitigen und verlässlichen Kunde das von, besonders aber die höheren Ortes erhaltene, in solchen Källen höchst nötige Vollmacht und die kräftige Unterstützung von Seite der Behörden, möglich, eine allen Wünschen und Forderungen entsprechende Untersuchung an Ort und Stelle, und wenige Tage unmittelbar nach dem Vorfalle selbst, vorzunehmen. Es konnte demnach umso weniger sehlen, dass ein in so vielfacher Beziehung höchst anziehender Gegenstand der Physik meine ganze Aufmerksamkeit, die bisher immer nur schwach und bloß durch von Zeit zu Zeit bekannt gewordene, mehr oder weniger befriedigende Nachrichten von, in der Kerne vorgefallenen, ähnlichen Begebenheiten angeregt wurde, auf sich zon, als derselbe vor Kurzem eben lebhaft und nachdrücklich wieder zur Sprache gebracht und das Interesse dafür durch die manninfaltigen, von vielen angesehenen

Physitern darüber vorgebrachten, ebenso seltsamen als wis dersprechenden Meinungen und Zypothesen, so allgemein und mächtig in Unspruch genommen worden war.

Diese kräftige Unregung und vollends die erfolgreiche Benutzung sener Gelegenheit, welche so mannigfaltigen Stoff und so zahlreiche Materialien zu einenen Beobachtungen, Erfahrungen und Reflexionen darbot, hatten nicht nur eine fortgesetzte, ernstliche Beschäftigung mit diesem Gegenstande und eine Reihe von Untersuchungen, Urbeiten und Versuchen zur Kolne sondern veranlassten auch den Entschluss, Alles bis auf diese Zeit an Zeobachtungen und Erfahrungen, an Erklärungen und Meinungen hierüber bekannt gewordene, zu sammeln, zusammen zu stellen und einer Vergleichung und kritischen Beurteilung zu unterziehen, und alles aufzubieten, von den etwa noch vorhandenen Produkten früherer, und den künftig vorkommenden, zeitweiliger Ereignisse der Urt, so viele als möglich aufzubringen und die kaiserl. Sammlung hieran so vollständig als möglich zu machen.

Diese weit aussehenden Pläne und Vorsätze und sene, Zeit und Auhe heischenden, manninfaltigen Unternehmungen, wurden leider nur zu früh und gewaltsam, durch
die bald nach dieser Periode eingetretenen ungünstigen
Zeitverhältnisse, die den literarischen Verkehr erschwerten
und mir ganz andere Zeschäftigungen aufdrangen, unterbrochen, und zuletzt, durch die lange Fortdauer und Solgen derselben, zum Teil ganz in Vergessenheit gebracht.

Inzwischen war boch bereits nicht nur eine erschöpfenbe Benutzung sener Gelegenheit erzielt, die umständlichste und befriedigendste Untersuchung senes Ereignisses zu
Stande gebracht, und selbst das Wesentlichste der hierbei erhaltenen Resultate bekannt gemacht, sondern auch
eine Jülle neuer Ansichten und Ausklärungen gewonnen
und eine Menge belehrender Versuche und erfolgreicher
Untersuchungen als Vorarbeiten angestellt, welche zu interessanten Beobachtungen und Erfahrungen führten, die
aber, nach einmal so gewaltsam abgerissenem Kaden, zu
bessen Wiederaussassung sich in langer Zwischenzeit weder
Muße noch Veranlassung sich in langer Zwischenzeit weder
Muße noch Veranlassung sinden wollte, nur zum Teil
und außer Zusammenhang, Bruchstückweise und auf indirekten Wegen, zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden
konnten.

Glücklicheren Erfoly, als sene ungünstigen Zeitumstände erwarten ließen, hatte mein Zestreben in Auftreibung und Erhaltung der materiellen Zelege früherer und in der Zwischenzeit vorgefallener Ereignisse denn im Laufe von 10 Jahren war es mir doch gelungen, von 29 derselben, die noch vorhanden und irgendwo aufbewahrt oder eben zur Kenntnis gekommen waren, darakteristische

¹Ef mochten beren bamalf, und ungefähr von der Mitte des Isten Jahrhunderts her, nebst sechs Eisenmassen, bei vierzig derlei Steinmassen gewesen sein, von welchen sich, notorisch, ein oder das andere Bruchstück als sprechender Beleg, nach gen und Ort verschiedener, solcher Ereignisse, ursprünglich im Besitze irgend eines bekannten Privat-Liebhabers befand, der es, seinen individuellen Unsichten gemäß, der Merkwürdigkeit des mehr oder weniger beglaubigten und für ein Wunder angesehenen Sactums wegen, oder als ein Dokument der Leichtgläubigkeit der Menschen, als ein Kuriositäts-Stück auszubewahren für gut fand von welchen aber in der Zwischenzeit leider viele, sa die Mehrzahl, wie es mit Privat-Besitzungen, zumal solcher Urt, zu geben pflegt, vollends in Verlust geraten sind. und so kam es denn auch, das von beinahe hundert und zwanzig bedeutenden, zu

und zur Aufstellung geeignete Stücke zu erhalten. Die kaiserl. Sammlung erwuchs somit zur ansehnlichsten und vollständigsten von der Art kostbarer und merkwürdiger Natur-Produkte, indem dieselbe nun — mit den bereits

ihrer Zeit ziemliches Auffehen erregenden und hinlänglich beurkundeten Steinfällen, die demnach von gleichzeitigen Schriftftellern, Zistorikern und Chronikschreibern der Mit- und Nachwelt bekannt gemacht wurden, und die seit dem Ansange unserer Zeitrechnung bis zum Jahre 1806 sich ereignet hatten, nun kaum mehr neunzehn durch derlei authentische Belege sich bekräftigen lassen, und zwar außer senem von Ensisheim, von 1492, wovon wir die lange Erhaltung des Beleges der kräftigen Fürsorge Maximilians, der ihn zu einem Kirchenschatz machte, zu verdanken haben, und dem höchst zusällig (in Laugiers Jänden in Paris) in einem kleinen Fragmente noch erhaltenen, von dem 1668 bei Verona Statt gehabten Steinfalle — keiner von einem früheren Datum als auf der zweiten Jälste des Isten Jahrhunderts und die in der kaiserlichen Sammlung seit ihrem Niedersalle ausbewahrte Eisenmasse von Agram, 1751, und der Stein von Tador, 1753 (außer welchem nur noch wenige Fragmente von diesem, doch sehr bedeutend gewesenen Steinfalle in anderweitigen Besitz zu sein schesienen), sind nebst senen beiden, so viel bekannt, bereits die ältesten noch vorhandenen Belege der Urt.

früher schon vorhanden gewesenen² — 36^3 aufzuweisen

 2 Schon vor fünfzehn Jahren, alf ich die Direltion der l \cdot . l \cdot . Gof \cdot Naturalien \cdot Rabinette antrat, fanden sid deren bereits sieben — und mande davon sidon seit lange — zwar gerade nicht alf Belege der immer noch bezweifelten Ereigniffe, die sich, mehr oder weniger befriedigenden, Samalf hier, so wie überhaupt noch ziemlich allgemein, wenig beglaubigten Nachrichten zu Solge, zu früheren Perioden in verschiedenen Ländern zugetragen hatten, und für deren Produkte sie aufgegeben waren, sondern vielmehr nur als seltsame Koffilien eines rätselhaften Ursprunges und Zerkommenf, unter den Schätzen des Mineralreiches daselbst aufbewahrt. Namentlich waren es Musterstücke von jenen 1753 bei Tabor in Böhmen, 1768 bei Mauerkirchen in Bayern, 1785 bei Eichstäst in Franken und 1803 um L'Aligle in Frankreich gefallenen Steinen, und nebst ber 1751 bei Agram in Broatien niedergefallenen Metall-Masse, ein Bruchstück von der durch Pallas auf Sibirien bekannt gewordenen und von einer dieser sehr ähnlichen, angeblich auf Norwegen berstammenden Eisenmasse. Und unstreitig war dieser Vorrat damals schon, als wohl kaum jemand an das Jusammensammeln dieser rätselhaften Natur Produkte noch dachte, der reichhaltigste und in Zinsicht der Größe und Vollkommenheit der Stücke bereits der kostbarfte in seiner Urt, wie er denn auch, und zwar schon viel früher — 1798 – Irn. D. Chladni, der damalf nur die fibirische Masse und den bei Mauerkirchen gefallenen Stein kannte, Gelegenheit verschaffte, sich in seinen bereits bekannt gemachten Mutmaßungen über die Natur und den Ursprung dieser Massen, durch die Wahrnehmung ihrer übereinstimmenden Abweichung von allen terrestrischen Kossilien und der auffallenden Uhnlichkeit derfelben unter fich, zu bestärken, und einige Jahre später bef grn. v. Buchf Aufmerkfamkeit errente, und, auf deffen Mitteilung des Gesebenen, einer ähnlichen, entscheidenden und zu sener Zeit noch sehr newanten, auch lanne nach der Sand noch lebhaft bestrittenen Außerung des Irn. Pictet, in einer Versammlung des National Institutes zu Parif, zur Bekräftigung diente so wie auch ich demselben die Kenntnif zu danken hatte, die mich ein nanz unerwartet vorgelegtes Bruchftuck von jenen um Stannern gefallenen Steinen, auf der Stelle alf identisch und solglich gleichen Ursprunges mit senen Massen erkennen machte, und die mir Muth und Zuversicht gab, diese vorteilhafte Gelegenheit zur vollsten Selbstüberzeunung und zur mönlichsten Überzeugung Underer zu benutzen und ohne Surcht mich zu kompromittieren, die Schritte zu machen, welche nötig waren, um eine amtliche und förmliche Untersuchung des Sactumf, so schnell wie möglich, einzuleiten. Die sorgfältige Ausbewahrung und Ausstellung dieser, teils zufällin (der Lisenmassen auf Sibirien und Norwenen und des Stein-Framments von Eichstädt) ober bei irnend einer Gelenenheit (ber Metall-Maffe von Unram und bef Steinef von Tabor) erhaltenen, teils selbst absidtlich und relativ um sehr hobe Preise beineschafften (des Stein-Fragments von Mauerkirchen und des Steines von L'Aigle) zweideutigen Soffilien, zeugen übrigenf von der Aufmerkfamkeit und Werthschatzung, welche die Wiener Naturforscher diesen Matur-Produkten zu jener Zeit schon zollten, indes so manche von jenen oben erwähnten vierzig ähnlichen, materiellen Belegen folder Ereignisse, von welchen, notorisch, teils ein Fragment, meisten faber ein nanger Stein, teilf selbst die nange niedernefallene Masse und zwar newöhnlich mit authentischen Nachrichten von glaubwürdigen Männern, oft selbst mit formlich abgefassten Urkunden, einem wissenschaftlichen Vereine zur Beurteilung, oder Kabinetten und öffentlichen Unstalten zur Aufbewahrung eingesendet worden waren, in Verlust gerieten so dass nicht nur an diesen vermeintlich sichern Bestimmungsplätzen sich nenenwärtin keine Spur mehr von denselben findet, sondern selbst nur von drei derselben Pleine Frammente in Privat-Besitz nachweisbar noch vorhanden sind. So kam einer von den bei Roa in Spanien 1438 gefallenen Steinen, in das Rönigl. Museum zu Madrid einer von jenen auf der Gegend von Schleusingen 1552, in das herzogl. Museum zu Audolstadt der 39 Pfund schwere, ISBI in Thüringen gefallene Stein (nebst der im Archive zu Dressen noch aufbewahrten Urkunde) und der $\frac{1}{2}$ Jent. schwere, 1647 bei Zwickau gefallene Stein, in die Kunstkammer nach Drefden einer von jenen 1654 auf der Insel günen nefallenen, in das könint. Naturalien-Kabinett zu Kopenhanen der in demselben Jahrhunderte in Mailand nefallene Stein mit dem Settalianischen Kabinette, in welchem derselbe ursprünnlich aufbewahrt newesen, in die Umbrosianische Bibliothek daselbst der im Kanton Bern 1698 nefallene, in die dortige Stadt-Bibliothek der Stein von Terranova in Kalabrien 1755, in die königliche

hat, die in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Perioden, nach ganz verlässlichen Nachrichten entweder sichtbar niedergefallen oder zwar bloß zufällig aufgefunden, aber, nach aller Wahrscheinlichkeit und Analogie, allgemein auch als solche anerkannt sind und zwar in so bedeutenden Massen, dass deren Gesamtgewicht beinahe drei Zentner erreicht.

Viele von diesen neu akquirierten, frühzeitig erhaltenen und jene, früher schon im kaiserl. Kabinette vorhanden gewesenen, so wie manche einzelne in hiesigen Privat-Sammlungen besindliche und mehrere von entsernten Besitzern gefälligst mir zur Ansicht mitgeteilte, ausgezeichenete Stücke, insbesondere aber die reiche Ausbeute von dem Steinfalle um Stannern und die vielen, besonders ausgezeichneten, frischen und vollkommenen Exemplare von daher, gaben gleich Ansangs zur Ansertigung von Abbildungen Veranlassung. Eine genaue und vorzüglich in oryktognostischer Beziehung vorgenommene Untersu-

Bibliothek zu Neapel jener von Sigena in Aragonien I773, in das königl. Museum zu Madrid (ein kleines Fragment davon befindet sich im königl. Museum zu Paris und der $6\frac{1}{2}$ Pfund schwere, I775 bei Rodach gefallene Stein, in das herzogl Naturalien-Kabinett zu Coburg. So wurden mehrere von den vielen und großen, I668 im Veronessischen gefallenen Steinen, der damaligen Akademie zu Verona vorgelegt, und gegenwärtig scheint, wie bereits erwähnt, nur ein kleines Fragment mehr davon vorhanden zu sein, und so wurden Bruchstücke von den bei Nicorps in der Normandie I750 und von jenen bei Lucé I768 in Frankreich gefallenen Steinen, der Pariser Akademie eingeschickt, und nur von letzteren sinden sich derzeit noch einige kleine Fragmente im Besitze von Privaten.

³ Nämlich 27 Stein und 9 Metall-Massen. Von ersteren möchten derzeit, 1820, im Ganzen etwa 40 — notorisch und nachweisbar in Zänden bekannter Zesitzer indes, wohl kaum mehr als 34 — als materielle Zelege von Ereignissen der Art — deren doch dermal beinahe 150 seit unserer Zeitrechnung zur nähern Kenntnis kamen, und hinlänglich beurkundet sind — von letzteren etwa 12, gleichen, obgleich nicht saktisch erweisenen Ursprunges, als Stücke oder in Fragmenten, vorhanden und noch irgendwo ausbewahrt sein. Von ersteren besaß das Pariser Museum 1815, nur 13 das britische Museum in London 1818, II und von den vorzüglichsten Privat-Sammlern (zu welchen insbesondere auch Zeuland und Sowerby in London gehören, deren Sammlungstand mir inzwischen zur Zeit nicht speziell genug bekannt ist) Klaproth 1810, 10 Lavater in Jürich 1811, 10 Blumenbach 1812, II De Drée in Paris 1818, 26 Chladni 1819, 27.

chung und Vergleichung dieser rätselhaften Sossilien, wie sie bei diesem Vorrate möglich war, machte nämlich auf so Manches aufmerksam, was ebenso wesentlich zu deren Erkenntnis als merkwürdig an sich und dabei einer Verssinnlichung bedürftig und einer solchen auch fähig schien, dass naturgetreue Darstellungen umso zweckmäßiger und erwünschter erachtet wurden, als die Obsekte selbst, ihrer Seltenheit und Kostbarkeit wegen, und gewisser Maßen bloß als Einzelheiten eristierend, nur von Wenigen besessen, von Vielen nicht einmal se gesehen werden können.

Mehr als siebzin derlei Original-Abbildungen waren bereits schon zu Unfang des Jahres 1809 von der Zand eines neschickten Künstlers zu Stande nebracht, die, trotz der oft erprobten Schwierinkeit bei Darstellung anornanischer Natur-Produkte, allnemeinen Zeifall fanden und den Wunsch errenten, dass eine preiswürdine Vervielfältigung derselben möglich sein möchte allein die im newöhnlichen Wege auf Kupfer veranstalteten Proben zeinten nur zu bald die Schwierinkeiten der Aufführung und die Kostspielinkeit einer solchen Unternehmung so dass der Zweck nur unvollkommen und einseitig zu erreichen newesen wäre. Die Kortschritte, welche in dieser Zwis schenzeit im Steindrucke gemacht wurden, die Vorteile, welche dieser gewährt und der gute Erfolg, mit welchem man denselben bereits verschiedentlich zur Darstellung nas turbistorischer Gegenstände anwendete, bestimmten mich, auch dieses Mittel zur Vervielfältigung versuchen zu mas

chen, und da der Versuch, wo nicht meinen Wünschen, doch den Erwartungen entsprach, viele Sachverständige befriedigte und das Wesentlichste erzielen zu lassen verhieß so fand ich mich umso bereitwilliger, der erneuerten Aufforderung mehrerer Wissenschaftsfreunde, und namentlich des Zerrn D. Chladni, bei Gelegenheit der eben hier veranstalteten Zerausgabe seines neuesten Werkes über diesen Gegenstand, zu entsprechen, und wenigstens eine Auswahl auf jener Sammlung von Abbildungen auf diesem Wege vervielfältigen zu lassen und bekannt zu machen, als meis ne Verhältnisse und Berufsgeschäfte bereits lange schon alle Zoffnung mir benommen hatten, den früheren Plan zu einer umfassenderen Bearbeitung des Gegenstandes, je realisieren und selbe demnach ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß benutzen zu können, dagegen eine so günstige Gelegenheit, wie die Erscheinung senes Werkes war — die eben sowohl zu meiner Beruhigung, als zum unbezweifelbaren Gewinn der nuten Sache, jener Realisierung zuvor kam und sie nun vollends ganz entbehrlich machte mir die Versicherung gab, sie einer vorteilhaf teren Bestimmung widmen und, in solch empfehlender Begleitung, für selbe eine willkommenere Aufnahme gewärtigen zu können.

Während einer Reihe von tumultuarischen und geschäftsvollen Jahren durch mannigfaltige, zum Teil sehr heterogene Beruffs und Wissenschaftsunforderungen, ganz von diesem Gegenstande abgelenkt, mehrerer schrifts

licher Auffätze verlustiget, des chaotischen Vorrates zahlloser Notaten kaum Meister, und all des Vergangenen
im Einzelnen nur schwach mich besinnend war es anfänglich meine Absicht nur, diese Abbildungen durch
kurze Zeschreibungen zu erläutern, und dies umso mehr,
als einerseits die gründliche und so vielseitig vollständige Zearbeitung des Gegenstandes in jenem Werke seden
weitern Kommentar entbehrlich, andererseits der Drang
der Zeit, um der nun einmal gemachten Verheißung zu
entsprechen, so wie der Mangel an ersorderlicher Muße,
Geschäftssreiheit und Geistesruhe, um sene vorhandenen
Gedächtnisbehelse benutzen und die volle Erinnerung
wieder gewinnen zu können, der Zustandebringung eines
solchen sehr entgegen waren.

Da inzwischen selbst diese beschränkte Behandlung des Gegenstandes nicht nur ein ausmerksames Studium senes Werkes und eine Zurateziehung mehrerer anderer, sondern insbesondere auch, der häusigen in dieser Zwischenzeit neu erhaltenen, erst noch zu bearbeitenden Materialien wegen, eine erneuerte Durchsicht und Prüfung eigener früherer Ausarbeitungen, eine weitere Verfolgung derselben und selbst eine Fortsetzung und Wiederholung von abgebrochenen und unbefriedigend gebliebenen einstmaligen Verstuchen und Untersuchungen notwendig machte so wurden bald wieder alle Berücksichtigungspunkte, welche die Vielsseitigkeit des Gegenstandes in physischer und philosophischer Zinsicht darbietet und die, setzt noch wie vor, den

Physikern so reichhaltigen Stoff zu eigenen Mutmaßungen und Ansichten, und so vielsachen Anlass zu Debatten und Kontroversen geben — und wohl noch lange geben möchten — mittel oder unmittelbar angeregt, und, samt den einst im Versolge sener umsassenderen, früheren Bearbeitung des Gegenstandes erhaltenen Resultaten, Bruchstückweise wenigstens, ziemlich lebhast wieder ins Gedächtnis zurück gerusen.

Und die mit Erweckung des Erinnerungsvermögens wieder erwachte alte Vorliebe für den Genenstand und ein bei jener vergleichenden Rekapitulation und Nachbolung des im Laufe eines vollen Dezenniums, zumal auf den soliden Wenen der Erfahrung. Beobachtung und Untersuchung, Geschehenen, in etwas geschmeicheltes Selbstrefühl, reitzten mich umso mehr, manche Resultate früherer Forschungen und Versuche, und einige dadurch motivierte Reflerionen und folgerungen bei dieser Gelegenheit unter einem bekannt zu machen, als ich, nach einenem Gefühle im Verfoln der Ausarbeitung, besornen zu müssen glaubte, dass einerseits die Trockenheit einer so einseitigen Behandlung des, gerade von der spekulativen und vernünftelnden Seite am meisten anziehenden, Gegenstandes, rein deskriptiv, wie sie anfänglich beabsichtigt war, zumal durch die, bei solchen Objekten doch unerlässliche physiographische Kleinigkeitskrämerei, den Leser anekeln, andererseits Manches, hie und da mit Machdruck Ungedeutete, unverständlich oder unerheblich, wenigstens

deutungs und beziehungslos erscheinen möchte.

Die Vielseitigkeit des Gegenstandes und die häusigen Berührungs und Beziehungspunkte, welche das Materielle der Obsekte in obigen Rücksichten darbot, motivierten nun eine bedeutende Menge solcher Einstreuungs Artikel, die, dem einmal angenommenen Plane der Bearbeitung und ihrer individuellen Bestimmung gemäß — als Ersläuterung oder Deutung irgend eines in der Physiographie berührten Punktes zu dienen, oder um, auf Versanlassung eines solchen, irgend eine, das Obsekt oder den Gegenstand im Allgemeinen betressende, physische, chemische, philosophische oder historische Tats und Erfahrungssache zur Kenntnis, oder endlich irgend eine vorgefasste Meinung oder gangbare Zypothese zur Berichtigung, oder eine neue Mutmaßung und Ansicht in Anregung zu bringen — als Noten zum Tert angebracht wurden.

Obyleich diese Jugabe solcher Gestalt weder den Plan noch den eigentlichen Zweck der Behandlung des Gegenstandes abänderte, sondern nur eine Veränderung des Tistels und in der Art der Ankündigung veranlasste: so ist damit doch, da dieselbe den Zauptgehalt bedeutend überwiegt, das Volumen des Werkes beträchtlich über meisne anfängliche Absicht, und weit über die ursprüngliche Berechnung des Verlegers herangewachsen, und ich sände mich über die Folgen davon — die Verzögerung des Erscheinungsstemmes und die Erhöhung des Preisses — verantwortlich, wenn ich mich nicht für erstere,

durch meine Verhältnisse und die Anforderungen der Aufpabe unter oben geschilderten Umständen, entschuldiget, und gegen letztere überhaupt, durch sede Ausopferung von meiner Seite, vorhinein schon verwahrt zu haben, glauben könnte. Dagegen muss ich über den Wert des Gehaltes, der hierzu Veranlassung gab, sowie über senen des Ganzen, das Urteil kompetenter Richter gewärtigen, hosse aber hierbei auf sene Nachsicht rechnen zu dürsen, auf welche die Natur des Gegenstandes und die vielseitigen und schwierigen Ansorderungen desselben, dem regen Liser seiner kühnen Versechter bei so sehr beschränkten Kräften, den vollsten Anspruch geben:

Ouod si desiciant vires, audacia certe Lauf erit in maynis et voluisse sat est. — Propert.

Wien, im Juliuf 1820.

I Erste Tafel.

Die Gediegeneisen-Masse von 71 Pfund Wiener Kommerziell-Gewicht,⁴

welche am 26. Mai 1751 gegen 6 Uhr Abends bei dem Dorfe Zraschina in der Agramer Gespanschaft (etwa drei Meilen VI. O. von Agram) in Kroatien, unter den gewöhnlichen meteorischen Erscheinungen und im Angesichete mehrerer Augenzeugen auf der Luft gefallen, und drei Klaster tief in einen kurz zuvor gepflügten Feldgrund eingedrungen war.

Es wurde diese Masse⁵ ihrer Merkwürdinkeit wegen,

⁴ Bekanntlich ist nebst dieser nur noch eine zweite, kleinere Masse von 16 Pfund als Produkt des vorausgegangenen Keuer-Meteors, der beobachteten Keuerkugel, niedergefallen, welche nicht nur im Niederfallen, und selbst bei der Lostrennung von jener gesehen, sondern auch gleichzeitig mit jener, und auf 2000 Schritt Entsernung von derselben, ausgefunden und auf der Versenkung gehoben wurde über deren Ausbewahrung oder Verwendung aber ursprünglich keine Nachricht gegeben ward, und von deren Nochvorhandensein auch bis setzt keine weitere Kenntnis erlangt werden konnte.

Es ist dieselbe umso interessanter und schätzbarer, als sie von den ohne dies sehr wenigen ähnlichen Lifen Maffen, deren Miederfallen hiftorifch und falttifch erwiefen ist (wie die, ihrer Beschaffenheit nach, zwar zweifelhaften, und wie ef scheint, ganz in Verlust geratenen Miscolz in Ungarn 1559, und von Torgau 1561 die zwar noch — in Gotha — vorhandene, aber dem Jundorte nach zweiselhafte — auf Sachsen — von 1540 oder 1550 ? und nehst einigen, die seit unserer Zeitrechnung im Orient — China, Japan, Persien — gefallen sein mögen sene, am zuverlässigsten bekannte, 1621 zu Lahore in Indien gefallene, welche aber der mogolische Kaiser Dichehan-gir ganz verschmieden ließ), die einzige noch vorhandene zu sein scheint so wie sie die einzige von dieser Urt ift, welche physisch und chemisch untersucht wurde, und durch den Befund ihres Gehaltes und ibrer physischen Ligenschaften, als Prototyp auf einen gleichen meteorischen Ursprung sener ähnlichen Lisen Massen, nach Analogie zu schließen berechtigte, welche zufällig zu verschiebenen Zeiten und an verschiedenen, sehr entsernten Orten aufgefunden worden, bekannt und noch vorhanden find, aber bei welchen ef, ihre gerkunft zu erweisen, an historischen und faktischen Belegen sehlte (wie dief bei den, in diefer Beziehung problematischen Lisen-Massen auf Süd- und Mord-Amerika, Brafilien, Ufrika, Sibirien, Böhmen, Unyarn u. f. w. der Sall ist). Auch war sie von den derben Gediegeneisen Massen die erste, und überhaupt mit von den ersten Meteorolithen (mit dem Lisen auf Sibirien, dem Lichflädter und Sienefer Meteor Steine), welche auf Veranlaffung der kaum bekannt geworden Untersuchungen Jowards (ISO2) in Deutschland analytisch untersucht wurden, und zwar von Klaproth (der die Resultate seiner Untersuchungen zuerst in einer Vorlesung in

und als Beleg des wunderbaren Naturereignisses, von dem bischöslichen Konsistorium zu Ugram, welches, aus eigenem Untriebe, durch Ubgeordnete das Factum sogleich (am 2. Julius desselben Jahres) an Ort und Stelle amtlich und förmlich untersuchen ließ, famt einer schristlichen Urkunde, welche das Untersuchungs Protokoll enthielt, noch in demselben Jahre an den kaiserl. Zos einsgesendet, wo sie in der k. k. Schatzkammer zu Wien ausbewahrt, und in der Folge, bei Übertragung der nasturwissenschaftlichen Gegenstände aus derselben, an das k. k. Zos Naturalienkabinett abgegeben wurde.

Es hat dieselbe eine platt gedrückte, etwas verschobene, dreiseitige Gestalt, und zeigt demnach zwei Flächen

der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, und dann im neuen allgemeinen Journal der Chemie, B. I, zu Ansang des Jahres 1803 bekannt machte), welchem zu diesem Ende ein kleines Stück von dieser Masse (gleichzeitig mit einem Stücke vom Kichstädter Meteor-Steine) schon im Jahre 1802 von dies auf mitgeteilt worden war. Im Jahre 1808 wurde, soweit es ohne Beeinträchtigung der Form und Ansicht der Masse geschehen konnte, ein größeres Stück von etwa 20 Loth abgesägt, um zu technischen Versuchen zu dienen, die Fr. Direktor von Widmanstätten auf meine Veranlassung vornehmen wollte, und welche zu merkwürdigen Resultaten, und insbesondere zur höchst interessanten Entdeckung des kristallinischen Gesüges, welches diesen Massen, wo nicht ausschließlich, doch vorzugsweise eigentümlich und für dieselben charakteristisch zu sein scheint, führten. Die durch Absäuung senes Stückes an der Masse erhaltene Fläche wurde mit Salpetersäure geätzt, um senes Gesüge oberstächlich darzustellen und die Entdeckung zu bewähren von dem Überreste des abgesägten Stuckes wurden kleine Abschnitte nach London, Paris und Farlem mitgeteilt.

Ef war diese eine der frühesten Begebenheiten der Urt (die erste, mit Ausnahme sener von Thüringen 1581 und von Bern 1698, welche ebenfalls von den Lokal-Behörden legal untersucht, und durch eine ausgefertigte Urkunde dokumentiert wurden, wovon sich jene von der ersteren Begebenheit, nach Chladnif Versicherung, noch zur Zeit im Archive zu Dresden aufbewahrt befindet), welche einer amtlichen Untersuchung von einer Behörde wert geachtet und durch eine ausgesertigte formliche Urbunde der Nachwelt aufbewahrt, und die erste, von welcher diese selbst, wenn gleich gerade nicht mit der Absicht, das Sactum beglaubigen zu machen, zur Publizität gebracht wurde (Stutz, Bergbaukunde B. 2, 1790) und ef ware in der Tat unbegreiflich, wie eine fo unbefangene und reine, deutungs und beziehungslose Darstellung von einer so achtbaren Behörde so wenig Aufmerksamkeit erregen, so wenig auf die Überzeugung wirken konnte, wenn nicht zu vermuten stände, daff fie durch jene Publizierung nur wenigen eigentlichen Obyfilern zur Kenntnif kam. Sie verdient umfo mehr an einem schicklicheren Orte, wie bei einer andern Veranlaffung nefdeben foll, und im Original bekannt gemacht zu werden, alf ef die aufdrückliche Absicht der Auffteller und Einsender dieser, mit allen Sörmlichkeiten ausgestatteten, Urkunde war, nicht nur die Mitwelt von der Realität des Sactums zu überzeugen, sondern auch diese Überzeugung durch ein authentisches Dokument auf die Nachwelt zu bringen.

und drei Känder. Die eine dieser flächen ist, schief von den Kändern aussteigend, mäßig gewölbt, nach oben sich verebnend, und durch mehr oder weniger unterbrochene, gebogene und wellenförmige, rippenartige, abgerundete Erhabenheiten, und durch größere und kleinere, seichtere und tiesere, meistens rundliche oder ovale Vertiesungen und Eindrücke, welche von senen begrenzt werden, sehr uneben die andere entgegen gesetzte fläche ist dagegen beinahe flach und eben, und zeigt nebst einigen kleineren und tieseren Eindrücken gegen die Känder hin, nur drei große, sehr seichte und breit verlausende Vertiesungen, welche, idem sie durch flache Zwischenräume in einander übergehen, und gewisser Maßen zusammen hängen, diese fläche im Ganzen etwas ausgehöhlt erscheinen machen.

Die Ränder, unter welchen diese beiden Flächen zusammenstoßen, sind von der konveren Fläche her schief nach Außen abgerundet, und nicht nur durch die rippenartigen Erhabenheiten, welche sich von daher über dieselben bis an die entgegen gesetzte Fläche fortsetzen, und durch ähnliche Eindrücke, sehr uneben, sondern auch, zumal gegen die Mitte, sehr stark ausgeschweist und gewisser Maßen unterbrochen, so dass man ihre Richtung nur schwer bestimmen kann. Zieht man inzwischen nach den hervorragendsten Punkten eines seden Randes eine, demselben parallel lausende, gerade Linie, und schließt man das solcher Gestalt erhaltene Dreieck durch Verlängerung dieser Linien über die abgerundeten Ecken hinaus, bis sie sich berühren

so fallen die Linien, welche den beiden Seitenrändern oder den beiden längeren Schenkeln der dreieckigen Korm der Masse entsprechen, auf die Grundlinie, welche — die Masse in dieser Richtung betrachtet – dem untern Kande entspricht, unter einem Winkel von beiläufig 80° auf. Die dritte oder obere, dem untern Rande gegenüberstebende Ecke der dreiseitigen Masse, fällt außer das Mittel derselben, und — die Masse von der konveren fläche betrachtet – stark gegen den rechten Seitenrand hin, indem der linke Seitenrand bogenförmig sich gegen senen binüberzieht, und sich mit demselben in eine gegen ihn gerichtete, etwas stumpse Spitze vereinigt. Die ganze Masse verflacht sich mehr gegen die linke Seite hin, zumal nach oben an der Krümmung des Seitenrandes, der hier am dünnsten, an einer Stelle beinahe schneibend, und da von der entgegen gesetzten fläche etwas übergebogen ist dagegen erhebt sich die rechte Seite hier mit dem Außenrande und der Spitze, indem sie von der entgegen gesetzten fläche gleichsam herüber gedrückt erscheint, so dass dort, abyesehen von den an dieser Stelle befindlis chen ziemlich großen und tiefen Lindrücken, welche den äußersten Rand auch ziemlich dunn machen, eine starke Abweichung von der horizontalen Ebene dieser fläche bewirkt wird, und die Spitze des Dreiecks, oder vielmehr beinahe die ganze obere Zälfte der Masse, solcher Gestalt etwas verdreht erscheint. Un dieser Fläche dagegen laufen die Ränder, abgesehen von den genannten Ubweichungen und von den zufälligen Eindrücken, größten Teilf horizontal mit der Ebene derselben nur gegen die eine untere Ecke, welche der Aichtung der verdrehten Spitze entspricht, ist der Seitenrand schief abgerundet, und ebensfalls gegen die konvere Fläche gedrückt, so dass es scheinen möchte, als wenn die Masse, in noch weichem Zustande! auf dieser ganzen Seite, im Aussallen einen größeren Widerstand gefunden hätte.

Die größte Länge der Masse, von den hervorragendsten Punkten des rechten Seitenrandes, von der oberen Ecke oder Spitze bis zur hervorragendsten Erhabenheit am untern Rande dieser Seite gemessen, beträgt $15\frac{1}{2}$ Joll am linken Rande nur I3 Joll.

Die größte Breite, von den hervorragenossen Erhabenheiten an beiden Seitenrändern, etwa 3 Joll ober dem untern Rande, beträgt I2 im Mittel der Masse ist sie 8 am oberen Ende, etwa 3 Joll unter der Spitze, von ähnlichen Punkten gemessen, $6\frac{1}{2}$ Joll.

Die größte Dicke, von den erhabensten Stellen an

⁷Ef findet sich leider in der Urkunde nicht bemerkt, in welcher Lage diese Masse in ihrer Versenkung gefunden wurde, sondern ef wird nur erwähnt, dass die Spalte (nicht Grube) in der Erde drei Klafter tief und eine Elle weit gewesen sei, nach welchen Ausdrücken zu mutmaßen käme, alf wäre sie mit einen der Ränder eingedrungen und auf keine der flächen aufgefallen, wie dief auch nach dem Schwerpunkte der Maffe, der auf deren unteren Aand fällt, der Sall gewesen sein musste, da eine rotierende Bewegung, zumal flächenwärts, nach Korm und Beschaffenheit derselben nicht wohl angenommen werden kann. Umso merkwürdiger ist die auffallende Verschiedenheit der Oberflache der beiden glächen. Ef wird zwar in der Urtunde bemerkt, daff in den Vertiefungen ber konveren Släche (also gerade der entgegen gesetzten) etwas Erde eingedrückt war daraus kann aber noch nicht gefolgert werben, dass gerade die Masse auf diese Släche aussiel, indem beide Slächen wohl in ziemlich gleich stark drückenden Contact mit der Erde kamen, wenn die Masse mit einem Rande vorwärts in dieselbe eindrang dass sich aber nur an der einen Släche Erde eingedrückt sand, man von der starten Unebenheit ihrer Oberfläche hernerührt haben. Daff sich übrigens gegenwärtig keine Spur von Erde an der ganzen Masse mehr findet, mag wohl mit als Beweis dienen können, daff die Masse nicht im geschmolzenen oder gar flussigen Justande zur Erde gekommen sei, in welchem Kalle die Erde wohl etwas mehr siriert worden wäre.

beiden flächen zusammen gemessen, beträgt $3\frac{3}{4}$ Joll an Stellen, wo zufällig von beiden flächen Vertiefungen zusammenfallen, übereinander zu liegen kommen, beträgt sie kaum 2, hie und da selbst kaum I Joll wo dies nicht der fall ist, kann man sie im Durchschnitt auf 3 Joll annehmen. Un den äußersten Kändern ist die Masse hie und da sehr dünn, kaum $\frac{1}{2}$, selbst nur $\frac{1}{4}$ Joll dick an einer Stelle beinahe sogar schneidend scharf.

Die Vertiefungen und Lindrücke, welche sich auf der konveren fläche zeigen, haben zwar viele Uhnlichkeit mit jenen, welche sich auf der Oberfläche der meisten Meteor-Steine finden, sind aber hier ungleich größer, tiefer, häusiger und zusammen hangender, so dass die rippenartis gen Erhabenheiten, welche sie begrenzen, gewisser Maßen ein unregelmäßiges und verworrenes Netz bilden, und der Oberfläche ein zellenförmiges Unsehen geben. Manche dieser Vertiefungen haben im Mittelpunkte 5 bis 7, und wenn man das Vliveau von den zunächst liegenden höchsten Erhabenheiten nehmen will, 9 bis 15 Linien Tiefe bei einer Ausbehnung von $1\frac{1}{2}$ bif $2\frac{1}{2}$ 3oll im Durchmesser. In diesen größeren Vertiefungen, welche meistens einen mehr oder weniger rundlichen, aber mehrfach ausgeschweiften Umriff, und bald eine Grube, bald eine Erhabenheit zum unregelmäßigen Mittelpunkte haben, liegen die seichteren, ½ bis 2, 3 Linien tiefen, daum- oder singerartigen Lindrücke von verschiedener Größe, zu 3, 4 bis 5 unregelmäßig, bisweilen aber auch kreissörmig bei-

sammen inzwischen kommen solche Lindrücke auch einzeln oder isoliert außer den Vertiefungen vor. Die rippenartis gen Erhabenheiten, welche durch diese Vertiefungen und Eindrücke gebildet werden, entsprechen der Stärke, Söhe und Dicke nach, der Tiefe derselben und ihrer wechselseitigen Entfernung voneinander und ihrer Ausdehnung und Richtung nach, nach welchen sie bald länger, bald fürzer, bald wellenförmin, bald unter verschiedenen Winkeln nebogen erscheinen, der Lage und form derselben, und ihrer wechselseitigen Verbindung unter sich. Demnach haben die Erhabenheiten zwischen aneinander grenzenden Zauptvertiefungen oft mehrere Linien Zöhe, und eine nicht minder beträchtliche Dicke, zumal an ihrer Basis, und nicht selten ein paar 3011 Länge, insofern ihr zusammen gedrückter, abgerundeter Aücken nicht durch isolierte Eindrücke unterbrochen, breit gedrückt und gewisser Maßen gedoppelt wird die Erhabenheiten dagegen, welche die seichteren, in den größeren Vertiefungen liegenden, Lindrücke begrenzen, sind nur sehr schwach, oft kaum merklich, und verflachen sich mit ihrer Basis nicht selten, ohne einen bedeutenden Rücken oder eine Kante gebildet zu haben. Es finden sich jedoch einige Erhabenheiten auf dieser Fläche, welche nicht, wenigstens nicht unmittelbar, durch Lindrücke entstanden zu sein scheinen, da sie solche nicht geradezu begrenzen, und zapfen- oder zitzenförmig vorragen und andere, welche zum Teil zwar durch Vertiefungen veranlasst worden zu sein scheinen, indem sie zwischen solchen

liegen, auch rippenartig, wie die meisten, gestaltet, aber höher und stärker sind, als sie, vermöge der Ausdehnung und Tiefe jener, gerade zu sein hätten.⁸

 8 Wenn gleich im strengen Sinne der Kunstsprache diese Zeschaffenheit der Obersläche Leineswegs zellig, ästig und zackig genannt werden kann, so ist sie doch, wenigstens dem Unsehen nach, im Banzen einer foldzen fich fehr annähernd, und obyleich fie auch alf foldze hier nur auf die Oberfläche beschränkt ist, und ihr noch ein wesentlicher Umstand, nämlich die Ausfüllung der Zellen durch eine anscheinend fremdartige Substanz, ermangelt so ist doch gerade durch sie eine Abnlichkeit dieser mit ber sibirischen Kisen-Masse und eine Annäherung an dieselbe unwerkennbar. Und so wie auf der andern Seite eine ähnliche, und, wie mir deucht, ganz unbestreitbare Unnäherung der eigentlichen Meteor Steine an dieselbe, ja, wie ich zu behaupten wage, durch die stark eisenhaltigen (wie jene von Eichstädt, Timochin, Tabor, bei welchen das Gediegeneisen nicht bloß in zerstreuten Körnern eingesprengt, sondern schon in mehr oder weniger zusammen hängenden Zacken, und nur von noch porwaltender erdiger Masse eingehüllt erscheint) ein wahrer Übergang in dieselbe (zumal, wenn man die dichteren, mehr erdigen Partien, die fich an manchem größeren Stücke von der fibirischen Maffe finden, oder die ungleich weniger ästigen und zelligen, vorgeblich auf Sachsen und Norwegen herstammenden, der sibirischen übrigens hochst ähnlichen Eisen Massen als Zwischenglieder betrachten will) Statt findet so fehlt ef vielleicht nur noch an ein paar Zwischengliedern (welche sich wohl noch finden möchten, und wozu sich z. B. gleich die Brasilianer Lisen-Masse eignen dürfte, welche, obyleich im Ganzen dicht und derb, nach den neuesten Reiseberichten der Bayer'schen Maturforscher, die selbe an Ort und Stelle sahen, voll Gruben, Löcher und oberflächlicher Linbrude ift, die zum Teil mit eingekeilten BuargeStuden erfüllt fein follen), um diefen auch hier finnlich nachweisen zu können. Ef findet eine ungleich größere Verschiedenheit im äußern Unsehen sowohl, als im Ungregats und Kohäsions Justande ja selbst im qualitativen und quantitativen Verhältniffe der Gemeng- und Bestandteile zwischen manden Meteor-Steinen Statt, als zwischen jenen Maffen. Ein in der mineralogischen Diagnostik geübtes Auge dürfte zwischen einem etwas grobkörnigen, eisenschüffigen Sandsteine, und einem etwas dichten, porphyrartigen Bimsteine wohl kaum mehr Verschiedenheit auffinden können, alf 3. 3. zwischen den Meteor-Steinen von Eichstädt und von Stannern. Und doch lässt sich zwischen diesen letzteren durch eine Reihe von Zwischengliedern, welche die allmähliche Abänderung des Angregatse und Kohäsionse Zustandes, und die graduelle Justandsveränderung mancher einzelnen Gemengteile und deren allmähliches Zervortreten versinnlichen, ein augenscheinlicher Übergang nachweisen, welches zum Teil bei Erklärung ber siebenten Tafel geschehen wird, und bei einer künftigen Veranlassung umständlicher geschehen

Keine Verwandtschaft von Gattungen terrestrischer Sossilien versinnlicht wohl den Begriff einer Sippschaft (wie ich mich sehr bald überzeugte, und daber dieses Ausdruckes schon bei Gelegenheit meiner Beschreibung der mährischen Aerolithen in Gilberts Annalen 1808 bediente, als ich zuerst auf die viel zu wenig beachtete Verschiedenheit der Meteor-Stein überhaupt, und auf die doch zwischen ihnen bestehende Verwandtschaft vorläusig aufmerksam machte), selbst ganz rein oryktognostisch genommen, deutlicher, und bei weitem keine zeigt so ausgedehnte Grenzen und so beterogen scheinende Ertreme bei so allmählichen Übergangen, als die Meteor-Massen, und bei keiner Verwandtschaftstuse terrestrischer Sossilien ist die Konstruierung einer so genannten Suite, in Werners Sinne, zu ihrer vollständigen Erkenntnis notwendiger und an sich interessanter und lebrreicher.

Die Betrachtung der Meteor-Massen von dieser Seite, nämlich von Seite ihrer so wesentlichen Verschiedenheit voneinander, welche bisher, wie nun auch Chladni bemerkt, so wenig berücksichtigt wurde, obgleich noch weit aussallendere Beispiele, als das oben angeführte (3. B. die unter sich sowohl als von allen übrigen noch weit mehr als sene, und in vielsachen Beziehungen abweichen den Meteor-Steine von Alais, Chantonnay, Errleben, Langres), Ausmerksamkeit hätten erregen sollen, — und nach dieser ihrer Versippung unter einander: möchte wohl, wo nicht über den Ort, doch über die Art ihrer ursprünglichen Entstehung und Bildung, und über manche, noch lange

Die Vertiefungen und Erhabenheiten, welche an der entgegen gesetzten ebenen fläche gegen den Rand zu liegen, zumal an der linken Seite (die Masse von dieser fläche betrachtet) der oberen Zälfte, gleichen ziemlich jenen der vorigen fläche, nur sind erstere seichter, minder ausgeschweift in ihrem Umrisse, und haben wenigere und breitere Eindrücke, oder gleichen vielmehr felbst bloß aneinander stoßenden größeren Lindrücken, und die zwischen ihnen liegenden Erhabenheiten sind auch nur wenig erhaben und rippenartig, und verflachen sich mehr nach Art jener, welche einzelne seichte Lindrücke zu begrenzen pflegen. Die drei großen ausgezeichneten Vertiefungen aber, welche in und gegen die Mitte, zumal der untern Zälfte, dieser fläche liegen, unterscheiden sich sehr von allen übrigen, und zwar nicht nur durch ihre Größe, indem die größte über 4 Zoll im Durchmesser misst, und durch ihre geringe Tiefe, indem eben diese Vertiefung an der tiefsten Stelle kaum 6 Linien unter die horizontale Ebene der fläche reicht, sondern vorzüglich dadurch, dass sie keinen runden, sondern einen unregelmäßigen, obyleich wenig ausgeschweiften Umriss, und sehr seichte, kaum merkliche, aber große und breit verlaufende, gleichsam in einander fließende Lindrücke haben, und dass sie, einzelne Stellen ausgenommen, wo sie an tiefere Randeindrücke grenzen, von keinen rippenartigen Erhabenheiten begrenzt sind, sondern schief aufsteigend, allmählich in die ziemlich hori-

nicht befriedigend erklärte Erscheinungen bei ihrem Miederfalle, einiges Licht geben, und vielleicht selbst manche unserer geognostischen und oryktognostischen Unsichten berichtigen.

zontalen Ebenen, die zwischen und an ihnen liegen, und die an den meisten Stellen selbst etwas weniges ausgehöhlt sind, übergehen.

Auf der konveren fläche zeigen sich nebst ein paar zarten, engen, wahrhaften Nissen oder Sprüngen, welche

Um obige Mutmaßung vollkommen zu bewähren, müffte das in Frage stehende Stück ebenso kontrastierende, und den Flächen unserer Zauptmasse respektiv entsprechende Oberflächen zeigen und es wäre demnach sehr zu wünschen, dass wenigstens ein Teil davon noch aufgefunden werden möchte, zu welchen Ende neuerdings Nachforschungen eingeleitet worden sind.

 $^{^{9}}$ Die auffallende Verschiedenheit dieser fläche von der entgegen gesetzten, welche offenbar zeigt, baff auch foldze Maffen während ihref Niederfallenf noch eine wesentliche — sei es auch nur eine oberflächliche — Veränderung erleiden, wovon bei den Meteor-Steinen, wenn sie auch noch so Bleine Bruchstücke der zerplatzten geuerkugel sind, die um und um sie umgebende Ainde den Beweif liefert, wäre hier schlechterdings nicht zu erklären, zumal sie nur einen Teil, wenn gleich ben größeren, derselben betrifft, wenn man nicht annähme, was auch höchst wahrscheinlich ist, dass diese Släche, oder vielmehr bloß sener Teil derselben, erst später gebildet worden, und zwar durch Lostrennung jenef zweiten zugleich berabgefallenen Bleineren Stückef, während dem Miederfallen, entstanden sei. Da sedoch dieset Stück nur 16 Pfund, demnach kaum den vierten Teil dieser vorhan-Senen Masse, newogen haben soll, jener Teil Sieser Släche Serselben aber, welchen sie nach obigem bedeckt haben müffte, eine Ausbehnung von 10 bis 12 3oll an Länge und 4 bis 7 3oll an Breite hat so müsste jenes Stuck sehr flach, und kaum einen Jou dick gewesen sein. Es heißt nun zwar in der Urkunde, dasselbe sei viel kleiner als die eingesendete Sauptmasse gewesen, doch wird auch darin erwähnt, daff daffelbe eine bei 2 Ellen weite, also eine selbst noch größere Spalte alf jene, in die Erde gemacht habe, folglich wenigstenf nach einer Aichtung eine beträchtliche Aufdehnung nehabt haben musse auch erhellet auf der Urkunde, dass dasselbe zerstückelt worden sei, indem die Untersuchung Kommission nur einen Teil davon erhielt: das Stück muss demnach wirklich sehr bunn newesen sein, sonst wäre eine Zerstückelung ober auch nur Teilung besselben, bei ber bekannten außerordentlichen Jähinkeit solcher Massen, nicht leicht mönlich newesen. Dass aber außer diesem Stüde noch mehrere sich losgetrennt haben und unbeobachtet niedergefallen sein sollten, ist wohl nicht wahrscheinlich, da so viele Augenzeugen auf dem Platze waren, die Seuerkugel im Berplatzen, und die beiden Stücke, in welche sie sich teilte, im Miederfallen nesehen, und das eine Stück selbst auf 2000 Schritt Entfernung (und eine noch größere Entfernung vom Punkte des Niederfallf ber Sauptmasse, folglich eine noch mehr parabolische Richtung in Salle eines Stückes ist, bei ber geringen Söhe, auf der die Seuerkugel, wenigstens im Momente des Zerplatzens, nestanden zu haben scheint, und sei der allenfalls voraussetzbaren Projektions-Kraft neuen die Zentripetal-Kraft einef Körperf von soldem spezisischen Gewichte, nicht wohl benkbar) sonleich aufgefunden wurde. Daff aber vollends die Zauptmasse im Momente des Auffallens auf festen Grund ihren Umfann verändert, sich abgeplattet, und demnach in die Breite und Lange ausgedehnt haben sollte, so dass jenef Stud vor seiner ursprünglichen Lostrennung einen weit kleineren fled zu bedecken gehabt hätte, und folglich beträchtlich Pleiner gewesen sein durfte diesem, an und für sich, widerspricht nicht nur bei gegenwärtigem individuellen Salle die ganze Beschaffenheit der Masse in allen Beziehungen, sondern ef streitet überhaupt eine Menge von Gründen gegen die, einer solchen Unnahme zur Basis dienende, Voraussetzung, und, wie ef scheint, ziemlich allgemein angenommene Meinung, als kämen die Meteor-Massen jeder Urt, Metalle wie Steine, in einem solchen Grade von Weichheit, ja selbst von Slüssigkeit zur Erde, wenn gleich andererseits nicht in Abrede gestellt werden kann, daff, weninftenf bei letzteren, die Gemengeteile, und vielleicht felbst die entfernteren Bestandteile, sich vor und in den Momente des Niederfallens in einem manz andern Kohäsions-Zustande besinden müssen, als die Steine im Ganzen kurze Zeit nachber erkennen lassen.

sich über Erhabenheiten und Vertiefungen eine bedeutende Strecke von mehreren Jollen fortsetzen, teils gerade, teils gebogen und gezackt verlausen, und, soweit es sich durch ein hinein gestecktes Blatt Papier messen lässt, wenigstens einige Linien tief sind, — merkwürdige Einschnitte, die das Unsehen haben, als wären sie absicht lich durch ein meißel- oder hakenartiges Werkzeug hervor gebracht worden, aber keineswegs daher rühren können, da sie viel zu häusig und regelmäßig vorkommen, keinen der Schärfe eines schneidenden Instrumentes, sondern vielmehr einen der Beschaffenheit der Oberfläche der Lindrücke entsprechenden Grund, und abgerundete, der Beschaffenheit der Oberfläche der Erhabenheiten entsprechende, klaffende Känder erkennen lassen. Es zeigen sich diese Linschnitte vorzüglich queer über dem Rücken, seltener nach der Länge der rippenartigen Erhabenheiten, nur wenige finden sich in der Tiefe der seichteren Lindrücke, und setzen sich über diese, wenn sie von Erhabenheiten kommen, auch nicht weit und seichter fort. Aur wenige haben die Länge von I bis 2 Zollen, die meisten nur von 3 bis 6 Linien, bei einer ziemlich gleichförmigen Tiefe von etwa $\frac{2}{12}$ bif $\frac{3}{12}$ Linie, und einer ähnlichen Weite, die nach der Tiefe, und meistens nach den beiden Enden hin, etwas abnimmt. Wenn man mit einem seinen spitzigen Instrumente die Tiefe verfolgt, so gelangt man nach Zinweyschaffung des den Naum auffüllenden, gelben och rigen Pulvers, oft erst in einer Tiefe von einer halben,

ja beinahe ganzen Linie, auf den Grund, der entweder von dem Kindenhäutchen der Oberfläche bedeckt ist, das sich in jedem Kalle an den Wänden bis hinab zieht, oder bisweilen Karbe und Glanz des Metalle zeigt. Sie laufen meistens schnurgerade, nur äußerst wenige sind nach den Krümmungen der Erhabenheiten etwas gebogen, und steben meist einzeln, weit voneinander entfernt, inzwischen doch auch bisweilen paarweise genähert, sich parallel oder in einen Winkel zusammenstoßend. Zöchst merkwürdig ist, dass diese Linschnitte, so abyebrochen in ihrem Verlaufe und so zerstreut auf der Oberfläche der Masse sie auch erscheine, doch beinabe ohne Ausnahme in drei bestimmten, leicht erkennbaren Aichtungen streichen, und einen Parallelismus und eine Winkeldurchkreuzung zeigen, welche, insoweit sie bestimmt und verglichen werden können, dem kristallinischen Gefüge der Masse, von dem in der Solge die Rede sein wird, zu entsprechen, oder wenigstens mit demselben in einigem Zusammenhange zu stehen scheinen.

Die Masse hat im Ganzen eine schwärzlich braune Sarbe, welche kaum im geringsten die metallische Natur der selben verrät. Alle Vertiefungen und Lindrücke, sowohl die auf der konveren als auch die gegen den Rand der ebenen Fläche und auf allen Rändern liegenden, so wie auch die Linschnitte auf der konveren Fläche, sind matt, und ihre Farbe zieht sich auf dem schwärzlich braunen ins graue, erd und rostbräunlich gelbe, hie und da ins

roströtlich-gelbe die großen Vertiefungen aber mit ihren Lindrücken, und die zwischen und an ihnen liegenden flachen, nur etwaf ausgehöhlten Stellen auf der ebenen Släche, haben eine sehr matte, rostbraune Farbe. Alle Erhabenheiten dagegen, welche diese Vertiefungen und Eindrücke an beiden flächen und an allen Kändern begrenzen, die klaffenden Känder der Linschnitte an der konveren fläche, dann der äußerste Rand, mit welchem die großen Vertiefungen auf der ebenen fläche in die angrenzenden flacheren Stellen übergeben, endlich der ganze linke Seitenrand dieser fläche mit der oberen Spitze, welcher gleichsam gegen die konvere fläche hinüber gedrückt erscheint, haben eine settige, etwas wachsähnliche, glänzende, bräunlich-schwarze Farbe, welche an den äußersten Kanten, zumal auf dem Rücken der rippen- und zapfenartigen Erhabenheiten, hie und da in eine rein metallisch eisengraue gleichsam übergeht. Der Art Stellen von rein metallischem Unsehen und Glanze, deren Farbe auf dem eisengrauen bald mehr inf Jink, bald mehr ins Silberweiße sich zieht, finden sich von verschiedener Größe und Ausbehnung, doch meistens nur sehr klein, hin und wieder auch selbst in den Eindrücken der konveren fläche, am meisten aber und von ausgezeichnet silberweißer farbe am übergebogenen untern Seitenrande der ebenen fläche, der übrigens mit äußerst dünner, glatter, schwarzbrauner Ainde bedeckt ist. Die ganze Oberfläche der Masse, sene der großen Vertiefungen und der angrenzenden flachen Stellen der ebenen fläche ausgenommen, erscheint dem bloßen Auge beinahe glatt, bei näherer Betrachtung mit einer Lupe aber erscheint sie, und zwar in allen Vertiefungen und Eindrücken, äußerst fein gekörnt, chagrinartig rau an allen, dunkleren und glänzenderen, Erhabenheiten und Stellen dagegen mehr glatt und nur zart aderig, metallische Ramisikationen bildend, die sich ziemlich weitschichtig, und meistens von dem Rücken der Erhabenheiten über die Verflachung zu beiden Seiten gegen die Eindrücke, welche sie begrenzen, hin verlaufen an den rein metallischen, glänzenden Stellen erscheint sie aber vollkommen glatt und spiegelich. Betrachtet man diese letzteren Stellen genauer, so ersieht man bald, dass sie von einer äußerst zarten Decke oder Kinde entblößt sind, welche wie ein dünnes Oberhäutchen die ganze Masse umkleidet, sich über alle Vertiefungen und Erhabenheiten ziemlich gleichförmig ausbehnt, und senes geaderte oder chagrinartig raue Unsehen der übrigen Oberfläche hervor bringt, und die hier an diesen Stellen, wie ihre Ausrandung zeigt, welche einen offenbaren gewaltsamen Bruch, bisweilen aber auch eine natürliche Begrenzung erkennen lässt, entweder zufällig oder absichtlich abgerieben oder abgeschlagen, bisweilen aber auch in ihrer ursprünglichen Bildung unterbrochen worden ist.10

So wenig auffallend jene verschiedenartige Beschaffen-

¹⁰ Unwerkennbar ist die Ühnlichkeit dieser Ainde, und überhaupt der Beschaffenheit der Oberfläche in dieser Beziehung, mit sener Meteor-Steine, zumal aus der Suite der stark eisenhaltigen, wie z. B. der Steine von Eichstädt, Timochin, Tabor, Barbotan, L'Uigle zc., und in gewisser Beziehung der von Chantonnay, Errleben und Ensisheim.

heit der Oberfläche, und insbesondere ihre Rauigkeit, und die Eristenz dieser zarten Rinde, an der konveren Fläche sowohl, als auch an den, in den übrigen Beziehungen dersselben entsprechenden und gleichartigen Stellen der entsgegen gesetzten ebenen Fläche erscheinen, um so auffallender und in die Augen springender zeigen sie sich hier auf senem Teile dieser Fläche, der auch in den übrigen Rücksichten so wesentlich von der Beschaffenheit der ganzen übrigen Oberfläche abweicht, und hier erscheint alles gleichsam nach einem vergrößerten Maßstabe.

Die körnin-raue Oberfläche der drei großen, und selbst einiger an dieselben grenzender kleinerer Vertiefungen zum Teil, so wie auch der zwischen senen und an und um dieselben liegenden ebeneren Stellen, spricht sich hier dem unbewaffneten Auge, so wie dem Gefühle, sehr deutlich aus, und ebenso auffallend erscheinen die glatten, rein metallischen, eisengrauen, nur durch neu entstandenen Lisenrost hie und da matt angeflogenen flecken von beträchtlichem Umfange, die sich vorzüglich auf den ebeneren Stellen finden, und welche die ursprüngliche Bedeckung durch eine ähnliche körnin-raue (hier nanz unverkennbare, meist zufällig, und wohl noch mehr absichtlich abgeschlagene, oder vielmehr abgeschälte) Kinde umso deutlicher erkennen machen, da sie an allen diesen Stellen durchgebend von ansehnlicher Dicke ist, die selten weniger als eine halbe Linie, gewöhnlich $\frac{3}{4}$ Linien beträgt.

Schon mit freiem Auge kann man hier erkennen, dass

die Rauinkeit dieser Rinde durch kleine und äußerst kleine rundliche Erhabenheiten oder Wärzchen hervorgebracht wird, welche unordentlich dicht aneinander gehäuft, bis weilen in kurze Schnüre einzeln aneinander gereihet, oder bie und da zu feinen Abern, und, wie wohl felten, zu größeren Tropfen oder flecken von verschiedener form zusammengeflossen sind. Mit der Lupe betrachtet, erscheinen diese Erhabenheiten als einzelne, gleichsam auf der Masse ausgeschwitzte, aussitzende Tröpschen mit konverer, etwas rauer, gewisser Maßen geträufter Oberfläche, von schwarzer Farbe und pechartigem Glanze, die an einander gereiheten oder mehr oder weniger zu Udern zusammen geflossenen aber etwas abgeplattet, und die Zwischenräume sind mit einem erd, oder ockerbräunlichen Zement ausgefüllt, welches, da diese sowohl an sich als zusammen genommen mehr Raum auffüllen als jene Tröpschen, eis ne solche raue Oberfläche im Ganzen rostbraun erscheinen machen.

Ein mittelst eines Meißelf losyetrenntes Blättchen solcher Rinde, das sich, wenn die Kontinuität einmal unterbrochen ist, an solchen Stellen sehr leicht von der glatten, selbst spiegelichen Oberfläche der Masse abschälen lässt, zeigt an den Bruchstellen gar keine schlackige oder poröse Beschaffenheit, sondern vielmehr, und zwar an den Bruchrändern, eine zart und ziemlich geradsaserige Textur nach der Dicke des Blattes. Die Sasern scheinen durch ein ähnliches ockerartiges, bräunlich und rötlich gelbes Ze

ment verbunden, oder vielmehr selbst (durch Einwirkung der Luft, welche zwischen die Rauinkeiten der Oberfläche eingedrungen sein konnte) in eine solche ockerartige Substanz verwandelt worden zu sein, und gehen, in zarte Bündel zusammen gehäuft, kolbenförmig und meistens etwas nach einer Richtung gebogen, in sene schwarze Tröpschen an der Oberfläche über. Ein von den Randerhebungen sener rauen Vertiefungen und Stellen, und von dem Rücken der sie begrenzenden Erhabenheiten (wo, wie bereits oben erwähnt worden, die Kinde immer dünner, obgleich hier nie so papier, oder vielmehr schneidig dünn, wie an jenen der konveren fläche, schwärzer, etwas glänzend und beinahe glatt, auch dichter und fester erscheint) auf gleiche Urt abgenommenes Kindenblättchen (was jedoch wegen der geringen Dicke und des stärkeren Zusammenhanges mit der Oberfläche hier schwerer und nur in kleinen Fragmenten bewirkt werden kann), zeigt an den Bruchrändern eine ähnliche, aber etwas zartere und mehr eine körnin-faserine Textur, und eine beinahe Zinkweiße Sarbe mit starkem, rein metallischem Glanze (wahrscheinlich weil hier wegen Dichtheit der Rinde an der Oberfläche die Luft nicht einwirken konnte), und die Kasern geben unmittelbar in die eigentliche schwarze Rinde, die hier keine Wärzchen mehr erkennen lässt, indem diese bereits in ein Zäutchen zusammengeflossen zu sein scheinen, über. Un einigen Stellen, zumal an solchen, wo die raue Kinde der Vertiefungen in die glatte der Erhebungen übergebt,

und hier noch eine beträchtliche Dicke hat, erscheint sie an ihren Bruchrändern gewisser Maßen stratisiziert, und zwar in drei, obyleich nur sehr schwach angedeuteten, ziemlich gleich dicken, horizontalen Schichten, wovon die oberste die eigentliche Ainde, und die unterste das Blatt, welches unmittelbar auf der Masse auflag, bildet, und welche beide in die mittlere, etwas dickere, ohne merkliche Unterbrechung der Richtung der Kasern, übergeben, nur durch eine äußerst zarte horizontale Linie von derselben getrennt scheinen, und sich bloß durch etwas schwächeren metallischen Glanz und etwas veränderte Farbe von ihr unterscheiben, indem erstere mit schwarzen Kindeteilchen, die andere mehr oder weniger mit gelben oder braunen Ocherteilchen gemengt ist. Zie und da, sowohl an dem einen als dem andern Kindenblättchen, erscheinen die Safern an den Bruchrändern bisweilen Speis oder Messings gelb angelaufen, und diese Stellen zeigen gleichsam den Ubergang vom metallischen Zustande derselben in den och rigen, nach dem verschiedenen Grade der Linwirkung der Luft wie sie sich denn auch meistens dort sinden, wo die raue Rinde in die glatte übergeht, folglich der Luft ein geringerer Zutritt gestattet wurde. Die fläche, mit welcher diese Kindenblättchen überhaupt auf der Oberfläche der Masse aufsitzen, ist ganz dicht und ziemlich glatt, nur etwas unregelmäßig streisig, von mattem, metallischem Unsehen, und eisengrau, mit einem schwachen oberflächlichen Farbenanfluge von Blau, Aoth und Messinggelb,

wie Eisen, das längere Zeit an der Luft gelegen hat. Mur da, wo ein solches Blättchen sehr dünn eine erhabene Stelle bedeckte, und sehr dicht und sest aufsaß, erschien sene Fläche mehr oder weniger Zinkweiß und metallisch glänzend.

 $^{
m ll}$ So fehr baf ganze äußere Unfehen biefer, fo wie aller ähnlichen Maffen meteorifchen Urfprungef (felbst der Meteor-Steine), und insbesondere das kristallinische Gefüge des Kisens, auf dem sie bestehen, oder das sie enthalten, unwiderlegbar einen ursprünglich flüssigen Zustand derselben vorauf setzen so widersprechen doch eben dieselben, insbesondere aber die dem Meteor-Kisen ganz eigentümlichen, und von jenen der, durch die bekannten Schmelz-Prozesse erhaltenen Produkte der Kunst, so sehr abweichenden physischen Eigenschaften (der hohe Grad von Dehnbarkeit und Zähinteit, der sich bei großer Sitze verliert, indem bekanntlich alles Meteor-Eisen gerade dann erst brückig wird), und vor Allem der Umstand, dass diese Massen von medsanisch eingemengtem, ganz unveränderten Schwefeleisen so ganz durchdrungen sind (wie dies von den Meteor-Steinen hinlänglich bekannt ift, von den Eisen-Massen aber bei Gelegenheit der Erklärung der achten und neunten Tafel bemerkt werden wird), der, wie ef scheint ziemlich allgemein angenommenen, Meinung, als wäre dieser flüssige Justand auf dem so genannten trodenen Wege, durch Litze, hervor gebracht, und das Produkt eines gewöhnlichen Schmelz-Prozesses. Noch mehr aber streiten diese Grunde und manche Erscheinungen beim Miederfalle dieser Massen und Steine, und vorzugsweise bei dieser Eisen-Masse, gegen die beinahe ebenso allgemein gefasste, und selbst von unserm Chladni unterstützte Meinung, alf ginge dieser Schmelz-Prozess während des Niederfalls in unster Utmosphäre noch fort (oder begönne vielmehr wohl gar in selber), und als kämen sie, und als wäre namentlich diese Masse, in wahrhaft durch Sitze geschmolzenem Zustande, selbst tropsbar flüssig (wie wenigstenf unser Güßmann behaupten wollte) bis zur Erde gekommen. Der Umstand, dass bier, laut Urkunde, die Augenzeugen beide Maffen, jede in Gestalt einer feurigen, verwickelten Kette (auf welchen Güßmann gegliederte Züge von einer Klafter Länge machte), wollen — aber herab fallen gesehen haben (die Güßmann auf der Johe sich ergießen lasst), mochte wohl einer optischen Täuschung, einem Licht-Phänomene zugeschrieben werden dürsen und jener, das die Erde, worein sie sielen, rauchte und wie ausgebrannt und grünlich aussah, konnte, wenn ja alles wörtlich und alf wahr und richtig bezeichnet angenommen werden foll, wohl mit mehr Grund einer zur Zeit unbekannten Einwirkung der Massen auf dieselbe zugeschrieben werden, als gerade ihrer Sitze, die doch nur die der Erde beigemengten animalischen und vegetabilischen Teile verbrennen und rauchen machen konnte, indef nicht einmal einef bemerkten Geruchef erwähnt wird. Die flache, wie hingegoffene Gestalt, und die wellenförmigen Unebenheiten aber, welche, nebst obigen Punkten der Urkunde, unfer Chladni alf ganz deutliche Beweise, dass die Materie in geschmolzenem Zustande zur Erde kam, geltend madzen zu müssen meint, scheinen mir gerade dagegen zu sprechen. Die Masse müsste, meines Bedünkens, ungleich flacher und platter, wenn sie hingeflossen, oder mehr oder weniger konisch sein, wenn sie (wie Güsmann will) in die Erde eingegossen worden, und beides ohne alle Verspritzung, was kaum denkbar ist, und doch der Sall war, vorgegangen

Geradezu aber, und besonders in diesem individuellen Jalle, spricht gegen eine solche Annahme: dass die Massen so tief in die Erde gedrungen waren, da sie doch von den Seiten her Leinen Widerstand sanden sich außubreiten, und dass dieses Ausstallen von solcher Söhe und gewaltsame Eindringen heißer und flüssiger Metalle Massen ohne alle Verspritzung ersolgte dass serner an der ganzen einen großen Masse Leine Spur sich sindet von sest anklebender Erde, oder, was bei einer solchen Voraussetzung wohl der Jall sein müsste, von eingekneteten und eingeschmolzenen Sandteilchen und Steinchen, mit welchen sie doch in Contact gekommen sein muss dass endlich keine der Massen beim Ausgraben warm befunden wurde, ein Umstand, den man anzumerken gewiss nicht unterlassen hätte, wenn er vorhanden gewesen wäre. Leider wird in der Urkunde nicht bemerkt,

Moch sind an dieser ebeneren fläche der Masse zwei Stellen bemerkenswert: die eine befindet sich am obes ren Teile an der rechten Seite derselben am aufsteigenden Rande der größten Vertiefung, in Gestalt einer Aushöhlung oder Grube von rundlichtem Umrisse, und 6 bis 7 Linien Weite nach Außen, welche gleichsam durch einen starken, von oben und von der Seite her nach Innen und gegen die Vertiefung wirkenden Lindruck hervor gebracht worden zu sein scheint, indem die eine Wand sehr schief und mit sanft verlaufendem Rande einwärts läuft, die entgegen gesetzte aber etwas schief aufwärts steint, und gegen die Vertiefung hin einen aufgeworfenen abgerundeten Rand bildet. Diese Grube verenget sich etwas gegen ihren Grund, welcher einen ovalen Umriss von $4\frac{1}{2}$ Linie Länge zu $2\frac{3}{4}$ Linie Breite hat, und geht in eine Tiefe von 2 bis 3 Linien, die aber kaum unter das Viveau der tiefsten Stelle sener großen Vertiefung reicht. Die Seitenwände dieser Grube haben ein raues, octriges Unsehen, den Grund aber schließt eine glatte, nur etwas porös scheinende, matt metallisch glänzende, eisengraue Ebene von graphitähnlichem Unsehen, welche in der Mitte etwas verbrochen ist, und hier wieder eine octrine Beschaffenheit zeint.

wann die Massen eigentlich ausgegraben wurden aber eben darauf und auf der ganzen Erzählung läst sich abnehmen, dass es auf der Stelle (bei der kleineren Masse heißt es auch wirklich: sogleich) oder doch in sedem Kalle noch an demselben Tage geschah. Nun aber ereignete sich das Kactum Abends um 6 Uhr, und da man wohl schwerlich das Eintreten der Nacht wird abgewartet haben so geschah die Ausgrabung wohl höchst wahrscheinlich innerhalb den ersten zwei Stunden. Eine durch ditz geschmolzene und im Klüsse sich besindende Eisen-Masse von solchem Volumen würde aber wohl kaum in 24 Stunden soweit ausgekühlt gewesen sein, dass man sie hätte berühren können.

Die zweite Stelle befindet sich ganz am untern Kande der Masse, wo ein Stück einst gewaltsam und absichtlich abgebrochen worden zu sein scheint. Es zeigt sich hier ein rauer, etwas hakiger, zerklüsteter, und durch Kost verunstalteter Bruch an einer kleinen Stelle daselbst aber ein deutlicher, wenigstens zweisacher Durchgang von Blättern von beträchtlicher Dicke, metallischem Ansehen und Glanze, und lichtstahlgrauer, ins silberweiße fallender Sarbe.

Auf der konveren fläche sind zwei, gegen die obere Ece der Masse isoliert stehende Erhabenheiten, auf $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Joll Tiefe, und auf der ebenen fläche ist ein Stück von beträchtlicher Ausbehnung (bei 5 3oll lang, I bis $2\frac{1}{4}$ Joll breit und bei $\frac{3}{4}$ Joll dict) von der Oberfläche der Masse am Rande der abgerundeten Ecke der rechten Seite, zum Behufe technischer und analytischer Versuche, abyesäyt worden, wo nun das Innere der Masse zu Tage liegt. Die solcher Gestalt erhaltenen Abschnitts flächen zeigten roh eine dichte, derbe Masse von metallischem Glanze, und lichtstahlyrauer, inf silberweiße fallender farbe, deren Dichtheit und Gleichförmigkeit im Gefüge nur hie und da durch zarte gezackte Risse und Pleine Klüfte, und noch mehr durch häufig und zerstreut eingemengte, meist mikroskopisch kleine körnige Partikelchen von metallischem Unsehen, stärkerem Glanze und weißerer Farbe, — welche, mit mehr und weniger och riger Substanz verbunden, zum Teil auch jene Risse und

Rlüfte erfüllen, — unterbrochen erschien. Line der kleinen Abschnittstellen auf der konveren fläche der Masse, welche mit dem Gerbstahl poliert wurde, zeigt eine spiegelnde Oberfläche von beinahe silberweißer, ins stahlgraue fallender Farbe, oder vielmehr einer Farbe, welche sener des polierten Platins sehr ähnelt. Die beiden andern durch sene Abschnitte erhaltenen flächen wurden mit Salpeterstüre geätzt, um das merkwürdige kristallinische Gefüge darzustellen, das sich bei dieser Zehandlung am deutlichsten ausspricht, und wovon bei der Erklärung der darauf Zezug habenden Taseln insbesondere die Rede sein wird.

Obyleich von diesen, im Veryleich zur Dicke der Masse, nur oberflächlichen Stellen nicht geradezu auf eine durchaus gleiche Beschaffenheit im Innern geschlossen werden kann, welchef überzeugend zu machen ohne wesentliche Beeinträchtigung der, gerade im ganzen Zusammenhange, so merkwürdigen form und Zeschaffenheit dieser Masse nicht geschehen konnte so berechtiget doch zu diefer Unnahme einerseits die Übereinstimmung des absoluten Gewichtes mit dem Volumen derselben, nach dem bekannten spezisischen Gewichte, andererseits die bereits gemachte Erfahrung bei ähnlichen Massen, wenn gleich nicht fattisch erwiesenen, doch unbezweiselbar gleichen meteorischen Ursprunges (den Elbonner und Lénartoer Gediegeneisen-Massen) welche teils, beinahe durch ihre Mitte, teils selbst nach mehrfachen Aichtungen durchschnitten wurden, und durchaus eine, im Wesentlichen, gleichförmige Beschaffenbeit zeigten.12

Die bildliche Darstellung zeigt diese merkwürdige Masse, von der konveren fläche betrachtet, in natürlicher Größe.

¹² Man wird die Umständlichkeit in der Zeschreibung dieser, an sich sowohl als ihrer vielseitigen Beziehungen wegen, höchst merkwürdigen Masse, dem Bestreben zu Gute halten, sedem entfernten Sorfder, der sie nie, vielleicht keine ähnliche je zu Gesicht bekommen dürfte, die möglichst vollkommenste anschauliche Kenntnis (wozu die bildliche Darstellung, der Unvollkommenheit der Kunst und der Beschaffenheit des Gegenstandes wegen, leider nur wenig beitragen konnte) von derselben zu verschaffen, und ihn in den Stand zu setzen, über so manch Aätselhaftes und Paradores, das uns die Erklärung des Ursprungs und der Bildung meteorischer Massen, und der meisten ihr Erscheinen und Miederfallen begleitenden Umstände, so schwer, ja ummöglich zu machen scheint, und worüber, vorzüglich was die Eisen-Massen betrifft, diese als Prototyp und als zur Zeit einzige, erwiesener Maffen, meteorischen Ursprungs, einiges Licht geben kann, eine Mutmaßung fassen, ober wenigstenf die zum Teil ziemlich widersprechenden Folgerungen und Behauptungen, zu welchen die mehr oder weniger genaue, richtige und unbefangene authoptische Betrachtung und Beurteilung dersel ben bei Undern bereits Veranlassung gegeben hat, und ohne Zweisel in der Kolge noch geben wird, prüfen und würdigen zu können. Eine erschöpfende Genausgkeit bei Beschreibung dieser Masse schien mir umso notwendiger, als eine vor der Sand sehr unbedeutend und ganz unwesentlich scheinende Kleinigkeit in der Solge bei Auffassung oder Beurteilung, Verteidigung oder Widerlegung einer Ansicht oder Erklärung, oft wichtig und entscheidend sein kann, die schwierige Behandlung einef so massiven Klotzes aber eine oftmaline Wiederholung ähnlicher Betrachtungen, vernachläffigter Nachforschungen wegen, nicht wohl gestattet. Dagegen glaubte ich die Bekanntmachung der Resultate der analytisch-emischen und physisch-technischen Untersuchungen für eine Künftige Veranlaffung versparen zu sollen, da dieser Gegenstand eigentlich nicht zum Zweck der gegenwärtigen gehört, und eine Ausarbeitung voraussetzt, die nur mangelhaft und unvollkommen hätte zu Stande gebracht werden können, da ef an der benötigten Muße gebrach, indem sie nicht nur eine Wiederholung und Erneuerung aller früher (1808) gemachten, peremtorisch abgebrochenen, sondern eine Menne nanz neu anzustellender Versuche, wozu die in dieser Zwischenzeit erhaltenen Materialien Stoff genug lieferten, notwendig gemacht hätte.

2 zweite Tafel.

2.1 Tabor.

Einer der größten Steine von dem sehr bekannten und ziemlich ergiebig gewesenen Steinregen, 13 der sich am 3. Julius 1753 um 8 Uhr Abends bei Tabor (eigentlich um Strkow, nächst Plan, einem zur Zerrschaft Seltsch gehörigen, eine Stunde von Tabor entsernten Dorfe) in Böhmen ereignete, von beinahe 5 Pfund am Gewichte, und welcher im Momente der Begebenheit, vor einem, nach der Zand als Augenzeuge amtlich vernommenen Knechte (Math. Wondruschka) auf 30 Schritte Entsernung niedersiel, und ohne sich merklich zu versenken, bloß die Erde auswarf, auch sogleich von dem Beobachter ausgehoben und der Ortsobrigkeit übergeben wurde.

Es wurde dieser Stein von dem damaligen, zu sener Zeit in Tabor, der Kreisstadt des Bechiner Kreises, ressidierenden königl. Böhmischen Kreishauptmanne, Grassen Vinc. v. Wratislaw, gleich nach der Begebenheit,

¹³ Ungeachtet der Ergiebigkeit dieses Steinregens, indem sich derselbe doch über einen Flächenraum von einer halben Stunde in der Länge, und einer Viertelstunde in der Breite erstreckte, und derselbe Beobachter von seinem Standplatze aus, von wo er den einen Stein fallen sah, noch deren vier in das Getreide niederfallen hörte (die folglich in seiner Nähe, und die Steine daher im Durchschnitt überhaupt ziemlich dicht gefallen sein müssen), und viele der Steine groß und von bedeutendem Gewichte waren (von 5 bis II Psind), und obgleich die Begebenheit zu sener Zeit viel Aussichen erregte, und durch Zeitungs und wissenschaftliche Nachrichten bekannt gemacht wurde so scheinen doch gegenwärtig nur wenige Belege mehr davon, und meistens nur in Bruchstücken, nachweisbar vorhanden zu sein. Ausser einigen Privaten in Prag, und vielleicht noch an einigen Orten in Böhmen, und In. Chladni, sind meines Wissens nur das Universitäts-Museum in Pesth, die Dree'sche Sammlung in Paris, und das Mus. britan. in London (welches das von Born beschriebene Stück mit dessen Sammlung durch Grevilles Vermächtnis erhielt), im Besitze von solchen.

die derselbe aus eigenem Antriebe amtlich und förmlich an Ort und Stelle untersuchte, mit einem umständlichen Berichte an das königl. Böhmische Kammer-Präsidium zu Pray, und von diesem an die k. k. allgemeine Zoskammer nach Wien eingesendet.

Der Stein ist vollkommen ganz, und um und um mit Kinde bedeckt, die nur an einigen kleinen Stellen etwas abgestoßen, und hie und da abgebrochen worden ist.

Es zeichnet sich derselbe besonders durch eine anscheinende Regelmäßigkeit¹⁴ in seiner Form aus. Er bildet nämlich eine deutliche, nur etwas verschoben und ungleichseitig vierseitige, abgestumpste niedere Pyramide,¹⁵ deren

¹⁴ Diese Regelmäßigkeit, auf die ich bereits in meinen Aussätzen in Gilberts Annalen, 1808, ausmerksam gemacht habe, und die nun auch Fr. D. Chladni bewährt und einer Beachtung wert gesunden hat, ist umso merkwürdiger, da hierin eine Übereinstimmung oder doch eine aussallende Annäherung zwischen Vielen Steinen, nicht nur von einer und derselben Begebenheit (demnach zwischen Breignissen ein und desselben Meteors), sondern auch von, nach Zeit und Ort, sehr verschiedenen Kreignissen, und selbst zwischen solden Statt sindet, die sowohl in ihrem Aggregatsals Kodäsionschuschen, als sogar im qualitativen und quantitativen Verhältnisse der nächsten und wesentlichsten Bestande und Gemengteile bedeutend voneinander abweichen (und kaum können dies in diesen Beziehungen irgendwelche mehr als z. Z. die Steine von Tabor und von Stannern), und da dieselbe auf einen Grund-Typus hinzudeuten scheint, der senem sehr nahe kommt, welcher der ähnlichen Bildung (Struktur, Absonderungszerspaltungssorm — Sigurierung —) einiger terrestrischer, der Trappe Sormation angehörigen Sossilien, welchen die Meteor-Steine in mehrsachen Beziehungen überhaupt sehr verwandt sind, zum Grunde liegt.

¹⁵Da jener Reyelmäßigkeit kein Kristallisation-Gesetz zum Grunde liegen kann, und demnady die vorkommenden flächen und Kanten keineswerf mit wahren Kristallisation-flächen und Kanten verglichen werden durfen, wie sie denn auch ihrer zufälligen Beschaffenheit, der Eindrücke und Verdrückungen wegen, wenigstens nicht mit der gehörigen Genausgkeit, weder geometrisch gedeutet, noch noniometrisch bestimmt werden können so durfte die Darstellung und Beschreibung der Sormen auch nur destriptiv, nach der auffallendsten und am leichtesten zu versinnlichenden Uhnlichkeit mit einer bekannten geometrischen Sigur, keineswegs aber kristallologisch genommen werden. Wollte man letzteref, so muffte man die Sorm diesef Steinef als eine verschobene und ungleich vierseitige Säule mit schief aufgesetzter Endsläche betrachten. Bemerkenswert scheint übrigens doch zu fein, daff zwei Seitenkanten an diesem Steine, mit möglichster Genauigkeit an gleichen Punkten gemessen, einen gleichen Winkel von beiläufig 98°, und darin eine Übereinstimmung mit ähnlis chen Kanten von drei verschiedenen säulenförmigen Basalten des Kabinettes zeigten, die damit verglichen wurden so wie sich auch ein gang ähnlicher Winkel von einer Seitenkante am nächst zu beschreibenden Steine von L'Aigle, und ein ähnlicher am Steine von Lissa fand. Überhaupt meffen die Winkel der schärfern Kanten diesef Steinef zwischen 75 und 95°, und die der stumpferen zwischen 105 und 125°. Zwei Steine von diesem Ereignisse, welche der um die Geschichte desselben

Grundfläche $4\frac{1}{2}$ Joll in Länge und Breite, die obere Endfläche 3 Joll in beiden Durchmessern, und deren Söhe bei 3 Joll misst.

Die Grundfläche ist fast ganz eben, und nur an einem Rande, wo die Kante schief und etwas ungleich absessumpft ist, von der horizontalen Ebene abweichend. Sie zeigt mehrere große länglichte, aber sehr seichte Einstrücke.

Iwei Seitenflächen, welche beinahe senkrecht auf die Grundsläche aufgesetzt sind, und mit derselben stumpse und etwas abgerundete und geschweiste Grundkanten bilden, sind kleiner als die beiden andern, etwas konver, haben wenige, kleine, ziemlich seichte Lindrücke, und stoßen in eine sehr abgerundete gemeinschaftliche Seitenkante zusammen.

Die beiden andern größeren Seitenflächen erheben sich unter einem ziemlich spitzen Winkel schief von der Grundssläche, und stoßen in eine ziemlich scharfe gemeinschaftliche Kante zusammen, welche mit den Kanten der Grundssläche eine starke hervorspringende Ecke bildet. Die eine dieser Flächen, die größte von allen, ist sehr gewölbt, und hat nur sehr wenige rundliche seichte Lindrücke die durch sie mit der Grundsläche gebildete Grundkante ist schief und ungleich abgestumpft, die mit der anstoßenden Seis

so verdiente, in der Zwischenzeit verstorbene D. Mayer, und einer, welchen Graf Thun in Pray besaß, und welche mir die gefälligen Besitzer einst zur Ansicht einschieften, hatten ebenfalls eine ziemlich regelmäßige Gestalt. Der eine, 10 Loth schwer, war rhomboidal der andere, der nur 3 Quantchen wog, bildete eine vollkommene, scharfkantige, nur etwas schiefe, sonst sast gleichseitig dreiseitige Pyramide und der dritte, von I Pfund 10 Loth, einen sehr verschobenen Ahombus, dem in der Solge zu beschreibenden Steine von Lisa sehr ähnlich.

tenfläche gebildete Seitenkante stumpf zugerundet. Die andere oder vierte Seitenfläche ist etwas konkav, sonst flach und eben, und zeigt nur einen großen, aber sehr seichten, sanst verlaufenden, und einen ovalen, skarken, tiesen Lindruck, in dessen Grunde ein großes Korn Metall steckt. Die von dieser fläche mit der Grundsläche gebildete Grundkante ist abgerundet, gegen die eine Leke hin aber ziemlich scharf, übrigens ungleich, etwas geschweist und eingedrückt im Verlause die mit der anstoßenden Seitenfläche gebildete Seitenkante ist aber, im ganzen etwas gebogenen Verlause, ziemlich scharf.

Die obere Endfläche entspricht der Form nach der Grundsläche, nur ist sie kleiner, und der Richtung der Seitenflächen nach, wovon zwei sast senkrecht unter einem Winkel von beinahe 90, zwei aber schief unter etwa 75° von der Grundssläche aussteigen, auf dem Mittel geschoben. Sie ist übrigens ziemlich stark vertieft, und hat viele, zum Teil große und ziemlich tiese Eindrücke. Die von den Seitenflächen her mit derselben gebildeten Endkanten sind alle etwas geschweist, verdrückt, gebogen, und unregelmäßig im Verlause, aber doch ziemlich scharf, nur die von der konveren großen Seitenfläche her gebildete, ist stark verdrückt und etwas breit abgerundet.

Die Ainde ist durchauf gleichförmig dieselbe, und so wie sie bei Meteor-Steinen von ähnlicher Zeschaffenheit der Masse, bei einem solchen Uggregats-Zustande und einem gleichen qualitativen und quantitativen Verhältnisse der Bestand und Gemenyteile, zumal bei einem ähnlichen bedeutenden Gehalte an Gediegeneisen, durchgehends gefunden wird nämlich: von schwärzlich brauner, hie und da, mehr oder weniger, mit eisengrau und ockergelb und bräunlich gemischter Farbe, sehr schwachen, matten, hie und da schimmernden, stellenweise matt metallischem Glanze, und ziemlich glatter, nur hie und da fein und verworren, kurz und runzlicht-aderiger, größten Teils aber klein und platt körniger, narbiger oder warziger Oberfläche, mit ziemlich häusig eingestreuten eisengrauen, metallisch glänzenden Punkten, und größeren oder kleineren Flecken, als den vorragenden und abgeplatteten Spitzen und Zacken des eingemengten Gediegeneis sens. Thre Dicke beträgt $\frac{1}{12}$ bis $\frac{2}{12}$, selten $\frac{3}{12}$ einer Linie. Thre Zärte ist bedeutend, indem sie mit dem Stahle leicht und ziemlich wacker funken gibt. Sie wirkt an allen Stellen sehr kräftig auf die Magnetnadel, und setzt eine ziemlich empfindliche auf einen halben Joll Entfernung lebhaft in Bewegung.

Sie gleicht in allen diesen Ligenschaften am meisten jener der Meteor-Steine von Lichstädt, Timochin, Barbotan, L'Aigle, Apt, Charsonville, Berlanguillas, Toublouse zc.

Un einigen Stellen, namentlich an drei Ecken der Grundfläche, und an einer der oberen Endflächen, und auf zwei Plätzen an den Grundkanten dieses Steines, zeigt sich etwas unvollkommene Ainde, das ist, Ainde, die

sich nicht vollkommen ausgebildet hat, keine vollkommen zusammenhangende Kruste bildet, und die Steinmasse nicht ganz bedeckt, sondern nur in Tropfen, oder in, auf solchen zusammen geflossenen Udern oder Flecken dieselbe teilweise deckt.¹⁶

Die Abbildung des Steines, welche die Versinnlichung der auffallend regelmäßigen Form und der Zeschaffenheit seiner Obersläche zum Zwecke hat, ist von einer Ansicht desselben genommen, in welcher sich erstere und ihre Ühnlichkeit mit einer bekannten Sigur, insbesondere aber ihre Übereinstimmung mit andern ähnlich gestalteten Meteorsteinen am deutlichsten ausspricht. Der Stein ist diesem zu Folge auf seiner Grundsläche (ihn als Pyramide bestrachtend) liegend, von der einen breiten, konveren Seitensläche etwas gewendet vorgestellt, um den ganzen Umriss, eine zweite Seitensläche mit der verlängerten Kante und der vorspringenden Ecke, und die obere Endsläche ersichtlich zu machen.

¹⁶ Ef scheint nicht, dass die unwollkommene Ainde an diesen Stellen der späteren Entstehung derselben, durch Lostrennung oder Absprengung eines Stückes, und folglich dem Mangel des benötigten Zeit-Moments zu ihrer Bildung, welches am gewöhnlichsten wohl der Kall sein dürfte, sondern vielmehr der individuellen Beschaffenheit und dem besonderen Mengungsverhältnisse der Grundmasse an diesen Stellen, welche der Aindenbildung mehr Widerstand leisteten, zuzuschreiben sei, wie denn auch diese Stellen nur sehr Plein sind, und keinen Verlust der Masse erkennen lassen. Ich verweise übrigens hinsichtlich dieser Beschaffenheit der Ainde, welche sich mehr oder weniger beinahe auf sedem einzelnen Meteor-Steine sindet, wie ich zuerst bemerkt habe, und welche umso merkwürdiger ist, da sie ums am ersten über die höchst rätselhafte, und zur Zeit noch gar nicht besriedigend erklärte Entstehung und Bildung der Ainde an den Meteor-Massen überhaupt Aufschluss geben könnte, auf die Erklärung von sig. 3 und 4 der sechsten Tasel, und hinsichtlich der mannigsaltigen Beschaffenheit derselben überhaupt auf sene sämtlicher Darstellungen auf der vierten, fünsten und sechsten Tasel, und im Allgemeinen auf meinen Aufscha in Gilbertz Annalen Z. 31, und bitte damit zu vergleichen, was, hinsichtlich über Entstehung und Bildung, Gr. Prosessor v. Scherer an denselben Orte, und Jr. D. Chladni in seinem neuesten Werke vorgebracht haben.

2.2 L'Aligle.

Einer von den größeren Steinen von dem besonders ergiebigen Steinregen,¹⁷ der sich am 26. Upril 1803, Nachmittags gegen I Uhr, zu L'Aigle (Departement de l'Orne, der ehemaligen Normandie) in Frankreich (etwa 25 franz. Meilen westlich von Paris) ereignete, von beinahe 2 Pfund am Gewicht.

Es ward derselbe noch im Laufe desselben Jahres, in welchem sich die Begebenheit zutrug, in Wien zu Kause geboten, und von dem damaligen Direktor, Abbé Stütz, für das k. k. Mineralien-Kabinett angekauft.

Er ist vollkommen ganz und um und um überrindet, nur ist er hie und da an den Kanten etwas abgestoßen, und eine Ecke ist abgebrochen, die sich aber dabei besindet.

Obyleich dieser Stein auf den ersten Anblick sehr unregelmäßig geformt zu sein scheint, die Flächen sehr uneben

¹⁷Im strengeren Sinne denn ef fielen doch zwischen zwei und drei Tausend Steine auf einen flächenraum von höchstens 2 französ. Quadrat-Meilen, und zwar auf drei Explosions Punkte beschränkt, die zusammen wohl kaum den fünften Teil dieses Slächenraums betroffen haben möchten. Das Gesantnewicht, nach einem ähnlichen Magstabe, wie bei dem Ereignisse von Stannern, geschätzt, dürfte wohl 30 bis 40, vielleicht 50 Jentner betragen haben, da viele der Steine 3 bif 5, mehrere felbst zwischen 10 und 17 Pfund wogen. Außerdem, daff diesel Ereignis, eben Siefer Erniebinkeit und der nünftigen Umftände wegen, — daff fich daffelbe nämlich in einer so bewohnten und kultivierten Gegend, und bei hellem Tage zutrug, - nicht nur das meiste Aufsehen in neuester Zeit erregte, und die schlummernde, bisher nur von Zeit zu Zeit durch minder bedeutende Vorfälle ähnlicher Urt, und oft auf weiter Ferne her, schwach angeregte Aufmerksamkeit auf diese wunderbaren, und wie sich's bei Erwachung dieser bald zeinte (denn noch in demselben Jahre wurden drei ähnliche beobachtet, und eine davon selbst noch innerhalb den Grenzen des alten Frankreichs, — bei Upt, Departement Vaucluse, Oktober 1803 —), keineswens so seltenen Naturerscheinungen, erweckte, sondern auch nicht wenig beitrug, durch eine, auf Veranlassung bef National Instituts in Paris, von einem berühmten Physiker (Biot) an Ort und Stelle vorgenommene legale und wiffenschaftliche Untersuchung und Bewährung des Sactums, den noch ziemlich allgemein vorherrschenden Unglauben an die Realität solcher Begebenheiten zu verscheuchen so ist ef auch, auf eben diesen Gründen und durch den Spekulations-Geist eines Pariser Mineralien-Zändlerf (Lambotin), daffenige, wovon die meisten Belege erhalten wurden und in die Welt famen.

und ungleich, und die Kanten sehr verdrückt sind so ist doch bei näherer Betrachtung desselben eine bestimmte, und, wie es scheint, nur zufällig verunstaltete Grundsorm unverkennbar, und auffallend die Übereinstimmung mit dem vorher beschriebenen Steine von Tabor.

Er bildet nämlich ebenfalls eine verschoben und ungleichseitig vierseitige, abgestumpfte, niedere Pyramide, deren Grundsläche etwas über 3 Joll, die obere Endsläche $2\frac{1}{2}$ Joll, in beiden Durchmessern, und deren Jöhe beinahe $2\frac{1}{2}$ Joll misst.

Die Grundfläche ist sehr gewölbt, und ebenfalls durch Abstumpfung einer Kante, die aber hier besonders stark ist, so dass gleichsam eine neue Fläche durch dieselbe gebildet wird, sehr, und umso mehr verunstaltet, als auch die gegen überstehende Kante einiger Maßen abgestumpft und stark verdrückt ist. Übrigens hat diese Fläche nur wenige seichte Eindrücke.

Von den Seitenflächen sind ebenfalls zwei aneinanderstoßende klein, fast senkrecht, etwas konver, und haben nur wenige breite, seichte Lindrücke. Die beiden andern größeren erheben sich unter einem etwas spitzigen Winkel schiefer, und stoßen in eine ziemlich scharfe gemeinschaftlische Kante zusammen, welche mit den Kanten der Grundstläche ebenfalls eine hervorspringende Leke bildet. Die eine dieser Flächen ist ebenfalls konver, und ihr entspricht die abgestumpste Kante der Grundsläche die andere ist konken gerade wie beides am vorhin beschriebenen Steine

von Tabor der Fall ist. Auch diese beiden flächen haben nur sehr wenige kleine und seichte Eindrücke.

Die obere Endfläche entspricht zwar der Form nach, obyleich sie ziemlich scharf beyrenzt ist, nicht der Grundssläche, da diese durch Abstumpfung und Verdrückung der Kanten sehr verunstaltet ist dagegen vollkommen der yleichnamigen am Steine von Tabor: drei Schenkel des auf ähnliche Art verschobenen ungleichseitigen Vierecks, welches dieselbe bildet, sind nämlich ziemlich yleich, der vierte aber ist viel kürzer übrigens ist sie kleiner als die Grundssäche, und ebenfalls, durch ungleiche Erhebung der Seitenflächen von der Grundssäche, auf dem Mittel yeschoben. Sie ist stark vertieft, und hat viele, meistens ziemlich tiese, zum Teil zusammen gedrängte, aber kleine Eindrücke.

Auch die oberen Endkanten stimmen an beiden Steinen darin überein, dass die von der konveren Seitenfläche mit der oberen Endsläche gebildete, die stumpfeste, die von der konkaven die schärfste, die beiden andern etwas abgerundet sind.

Das Winkelmaß der meisten Kanten, insoweit dasselbe einiger Maßen bestimmbar ist, fällt zwischen 80 u. II5°. 18

Die Ainde ist genau und in seder Beziehung dieselbe, wie bei dem Steine von Tabor, nur im Ganzen etwas

¹⁸ Zerr Graf v. Frief allhier besitzt zwei Steine von diesem Kreignisse, wovon der eine, beinahe vollkommen ganze und über 3 Pfund schwere, in seiner Form auffallend mit dem hier beschriebenen übereinstimmt, selbst in dem Umstande, dass zwei Seitenslächen mit einer Kce verlängert sind der andere aber von 24 Loth am Gewichte, obgleich unvollkommen, sich doch auch sener Form sehr nähert.

glatter, mehr klein und platt narbig als aderig, und et was lichter braun, mit mehr bräunlichen und gelblichen Ockerflecken, aber fast ohne Spur von Gediegeneisen. Ihre Dicke ist im Ganzen fast noch etwas geringer an Zärte und Wirkung auf den Magnet kommt sie aber genau mit sener am Taborer-Steine überein.

Un mehreren kleinen Stellen der Grundkanten, an den Kanten und an einer Ecke der oberen Endfläche, und an der größeren Ecke der Grundfläche, zeigt sich unvollkommene Ainde aber nur an der letzteren Stelle scheint sie die Folge eines Verlustes an Masse, durch spätere Lostrennung eines Stückes, zu sein.

Die Darstellung dieses Steines hat gleiche Zwecke, wie sene des vorhin beschriebenen Steines von Tabor, demnach sind dabei auch gleiche Aücksichten genommen, und derselbe auf seiner — angenommenen — Grundsläche liegend, von der einen breiteren, gewöldten Seitenfläche, etwas gewendet, vorgestellt worden, um den ganzen Umriss, die andere breite konkave Seitenfläche mit der verlängereten Kante und der vorspringenden Ecke, und die obere Endsläche zur Ansicht zu bringen.

2.3 Eichstädt.

Ein verschoben vierseitig pyramidales Bruchstück, 7 Loth schwer, von dem am 19. Februar 1785, nach 12 Uhr Mittags, bei Eichstädt in Franken, so viel bekannt, einzeln gefallenen Steine von 5 Pfund 22 Loth am Gewicht, welchef um das Jahr 1789 von dem Domherrn v. Zompesch zu Eichstädt, dem damaligen Direktors Udsunkten des k. k. Mineralien Kabinettes, Abbé Stütz, mitgeteilt wurde, der es daselbst niederlegte. 19

Obyleich dieses Bruchstück, dem Gewichte nach, nur den 26sten Teil des ganzen Steines beträgt, so lässt sich doch auf den noch daran vorhandenen natürlichen, mit Kinde bedeckten flächen welche ohne Zweisel Seitenflächen waren — und auf deren Richtung, so wie auf der gemeinsschaftlichen Kante, in welche dieselben zusammen stoßen, nicht nur auf eine regelmäßige, sondern selbst auf eine

¹⁹ Es wurde diesel Stuck, wegen des offenbaren Gehaltes an Gediegeneisen, als des merkwürdigsten Gemengteiles desselben, und mit ihm, auf gleichem Bestimmungsgrunde, der Stein von Tabor (so wie in der Folge der Stein von L'Uigle, und das Bruchstuck vom Mauerkirchner Meteor-Steine), der Ugramer Lisen-Masse, und den vorhandenen Stücken vom sibirischen Lisen, beigesellt, und die ganze Suite, dei der eben um sene Zeit vorgenommenen neuen systematischen Linrichtung des Kabinettes, mit der Suite der Magneteisen-Steine vereinigt, in einen Schrank eingereihet.

Die Erhaltung dieses Stückes gab zu einem Aussätze Veranlassung, welchen Abbé Stütz noch in demselben Jahre, 1789, in Korm eines Briefes, in das eben angesangene periodische Werk eines von Born und Trebra gestisteten montanistischen Vereines (Berybaukunde 2. Band, Leipzig 1790) einrücken ließ, und welcher nicht nur die früheste umständlichere Nachricht von diesem Ereignisse, sondern auch die durch dasselbe angeregte und motivierte Bekanntmachung der höchst merkwürdigen Urkunde über die Agramer Kisen-Masse, und zugleich auch eine Mutmaßung über den wahrscheinlichen Ursprung solcher angeblich aus der Lust gefallenen Massen enthält, die den damaligen Ansichten und dem allgemein herrschenden Unglauben — wenigstens an eine ursprünglich überirdische Entstehung derselben — entsprechend, und in dieser Voraussetzung gerade bei diesen zwei dem Versasser näher bekannt gewordenen Vorsallen (Agram nämlich und Kichstädt, als wo nur einzelne Massen sielen) wirklich am annehmbarsten war. Eine Mutmaßung, die übrigens schon 20 Jahre früher von den Pariser Akademstern, mit Lavossser an ihrer Spitze ausging, und 12 Jahre später noch (1802) von einem bekannten französsschen Physiser (Patrin) bei Gelegenheit der Joward'schen Resultate und Kolgerungen, und gegen dieselben, verteidiget wurde.

Bruchstucke von diesem Lichstädter Steine gehören übrigens zu den seltensten und am wenigsten bekannten von allen Meteorolithen neuerer Zeit, indem die Total-Masse so unbedeutend war, und die Zegebenheit selbst erst spät allgemeiner bekannt wurde. (Nämlich lange nach Stütz, 1805 erst, gab Prof. Pickel zu Lichstädt Nachricht davon in v. Molls Annalen.) Ein großes Stuck davon befindet sich am Verg-Collegium in München, ein kleines besitzt Zerr v. Moll daselbst, und kleine Fragmente sinden sich meines Wissens in den durch Vollständigkeit in dieser Partie ausgezeichneten Sammlungen des Marquis De Drée in Paris, und des jüngst verstorbenen L. A. Lavaters in Zürich. Klaproth opferte ein erhaltenes Bruchstück der Analyse, und Chladni suchte vergebens ein Fragment für seine Sammlung auszutreiben.

vierseitig pyramidale, und somit den vorhin beschriebenen Steinen von Tabor und L'Aigle sehr ähnliche Korm, welche dieser Stein, als ganz, gehabt haben dürfte, mit aller Wahrscheinlichkeit schließen.

Die beiden überrindeten Flächen erheben sich nämlich schief unter einem Winkel von 72° von der angenommenen breiteren, freilich hier gebrochenen, Grundsläche (wie dies bei einer der größeren schiefern Seitenflächen des Taborer Steines wirklich beiläusig auch der Kall ist), und verschmälern sich offenbar nach oben, lassen also keinen Zweisel über die ursprünglich pyramidale Korm des Steines.

Sie stoßen ferner unter einem Winkel von II6° beiläusig, in eine gemeinschaftliche Kante zusammen (besmerkenswert, dass am Taborer Steine bei einer stumpf abgerundeten gemeinschaftlichen Kante zweier Seitensslächen ein ähnlicher Winkel von II5° vorkommt) verslängert man sich nun diese beiden Seitenslächen, wovon hier nur ein Teil, und zwar im Mittel, von I2 und I5 Linien vorhanden, nach ihrer offenbaren Richtung bis an ihre höchst wahrscheinliche ursprüngliche Grenze von Ausbehnung in die Breite, d. i. auf etwa 4 Zoll (welche Größe²⁰ der Stein, als Cubus genommen, nach seinem

²⁰ Nach Stütz Nachricht, die sich auf eine schriftliche Mitteilung des 3. Sompesch gründet, hatte der Stein ungefähr einen halben Schuh im Durchmesser. (Chladni gibt, wahrscheinlich auf einem kleinen Versehen im Niederschreiben, einen Schuh an.) Dieses kann, nach den Gewichtsverhältnissen, nur insofern gegründet sein, als man damit den längsten meinte, etwa von einer Ecke queer zur entgegen gesetzten gemessen, und dann müsste selbst noch, wie oben erwähnt, eine Ecke etwas verlängert gewesen sein, und wenn der Stein wirklich pyramidal war, dessen Zöhe kaum mehr als 3 Jolle betragen haben.

absoluten Gewichte und dem spezisischen = 3,7 beiläusig gehabt haben möchte) so kommt, wenn man kein sehr ungleichseitiges Prisma, oder ganz willkürlich, eine poslyedrische Gestalt sich denken will — wogegen dieser so sehr regelmäßige Teil des Ganzen, und in gewisser Beziehung das angegebene Maß des Steines selbst, streitet — ein verschobenes Viereck heraus, das höchst wahrscheinlich ungleichseitig war, und eine vorspringende Ecke hatte, weil sonst nach obigen Gewichtsverhältnissen — beinabe bei keiner andern denkbaren sorm des Steines, mit welder sich die Gestalt dieses Bruchstücks vereinigen ließe, ein Durchmesser von 6 zoll (wie doch ausdrücklich angegeben wird) sich ergeben könnte.

Die beiden überrindeten flächenreste sind übrigens fast ganz flach und eben, besonders die eine die andere hat nur ein paar etwas seichte Stellen, die man kaum Lindrücke nennen kann.

Die Rinde ist im Ganzen wie an den Steinen von Tabor und L'Aigle, nur etwas dunkler schwarzbraun, und mehr kurzaderigerunzlich als narbig, und am ähnlichsten sener an den Steinen von Timochin und Tipperary. Sie ist merklich dicker als an irgendeinem mir bekannten Meteoresteine (auch hierin kommt, wenigstens stellenweise, die an den Steinen von Timochin und Tipperary ihr am nächsten), zumal an einer dieser flächen, wo sie beinahe eine halbe Linie erreicht.²¹

²¹Stütz gibt auf Versehen, weil er wahrscheinlich vergaß die Betrachtung mit einer Zandlupe,

Thre Zärte ist etwas geringer als die der Ainde der Steine von Tabor und L'Aigle, doch gibt sie ziemblich leicht am Stahle Funken dagegen wirkt sie merkblich stärker auf die Magnetnadel, und setzt dieselbe fan auf $\frac{3}{4}$ Joll Entsernung in Bewegung. (Auch in diesen beiden Eigenschaften steht ihr die Ainde an den Steinen von Timochin und Tipperary am nächsten.) Und sie gibt dadurch nicht allein, sondern auch durch häusige, etwas erhabene eisengraue metallische Punkte und kleine flecke von abgeplatteten Spitzen und Zacken, den starken Geblalt dieses Steines an Gediegeneisen zu erkennen.

Die Darstellung dieses Bruchstückes ist, der Absicht gemäß, und nach den bereits erwähnten Kücksichten, von den beiden mit Kinde bedeckten natürlichen Flächenresten, und von der gemeinschaftlichen Kante, in welche sie zussammenstoßen, genommen.

die wohl drei bis vier Mahl vergrößert haben mag, angestellt zu haben, die Dicke auf 2 Linien an.

²² Es ist dieser Meteor-Stein nicht nur der Gehaltreichste an Gediegeneisen, wie dies auch das spezisische Gewicht bewährt (bas nach meiner Wiegung zwischen 3,680 und 3,730 schwankt, und worin ihm nur die Steine von Tipperary nach Zigginf, und von Timochin nach Klaproth gleich zu kommen scheinen, und die Steine von Charsonville nach Zaup, und von Tabor nach eigener Wienung — benn ber Bournon'schen Gewichtsangabe zu 4,28 lient offenbar ein Verseben ober ber Umstand zum Grunde, dass das gewogene Stüd zufällig ein großes Lisenborn einschloss nahe kommen), sondern er enthalt dasselbe auch in den größten, massivsten (obgleich immer noch sehr zarten), und hie und da wirklich ästig verbundenen und zusammen hängenden Zacken, wie sich am deutlichsten an einer abgeschliffenen fläche erkennen lässt. Es bedarf in der Tat wohl kaum mehr eines Zwischengliedes, um den Übergang der Masse dieses Steines in jene des sibirischen Lifenf (zumal in die dichteren, weniger zelligen, und mehr erdigsockrigen Partien desselben, und der angeblich norwegischen und sächsischen Massen im Ganzen) sinnlich nachzuweisen, umso weniger, alf in derselben bereits auch der olivinartige Gemengteil (wosür man, nach äußerem Unsehen, Urt ber Einmennung, nach ben physischen Einenschaften und chemischen Bestandteilen, das mandel steinartin einnemennte, gleichsam in rundlichte Zellen einneschlossene und meist von Gedieneneisen umgebene Hoffil — daf sich mehr oder weniger und in verschiedenen Graden von Ausbildung, wie bei Erklärung der siebenten Tafel gezeigt werden wird, in allen Meteor Steinen findet — zu erkennen nicht anstehen kann) so sehr prädominiert, dass derselbe mit den Metallteilchen gut 🚊 der Gesamtmasse betränt.

2.4 Siena.

Ein Bruchstück, oder vielmehr höchst wahrscheinlich (nach Größe, Form, Richtung und Ausdehnung der vorbandenen, natürlichen, mit Ainde bedeckten Flächen) werigstens die Zälfte eines (ursprünglich etwa 3 bis 4 Lothschwer gewesenen) mittelgroßen Steines, von 7 Quäntchen am Gewichte, von dem am Id. Junius 1794, Abendsnach 7 Uhr, bei Siena im Toskanischen Statt gehabten beträchtlichen Steinniederfalle.²³

General Tihavsty, der sich eben damalf zur Zeit des Ereignisses in Neapel befand, erhielt dieses Stück von dem ebenfalls da anwesenden gelehrten Engländer Thomson, welchem es von Soldani auf Siena zugeschickt wurde, und brachte es bei seiner Aückkehr mit nach Wien aber erst als der Steinfall bei Stannern die Ausmerksamkeit der Physiker, zumal in Wien, neuerdings und so mächtig in Anspruch nahm, ward es zur Sprache gebracht, und von dem gefälligen Zesitzer auf mein Ansuchen dem kaisserlichen Kabinette zum Geschenke gemacht.

Es ist zwar an diesem Steine an zwei Stellen, und

²³ Ef ist dieses einer der Steinniederfalle neuerer Zeit, von welchem die Produkte ziemlich bekannt und verbreitet wurden, obgleich man die Realität der Zegebenheit, trotz einer gepflogenen legalen Untersuchung, und die Zerkunft und den überirdischen Ursprung der Steine zur Zeit des Kreignisses selbes, sehr bezweiselte. Allein die Zegebenheit machte großes Ausselden, da sie bedeutend war (esselben einige hundert, aber meist nur kleine, oder doch nur mittelgroße, einige Lothe, auch nur wenige Quäntchen schwere Steine — nur einzelne wenige wogen 3 bis 7 Pfund — auf einen Flächenraum von 2 bis 3 italienischen Meilen), und sich dei Tage und vor vielen Augenzeugen ereignete von angesehenen Gelehrten, Tata, Soldani, Spallanzani, viel darüber geschrieben wurde, und mehrere angesehene und gelehrte Engländer, Thomson, Jamilton, Lord Bristol, sich eben damals in Italien befanden, welche dem Gegenstande, der zu großen Debatten Veranlassung gab, noch mehr Zelebrität im Auslande verschafften. Es sinden sich demnach Zelege von diesem Kreignisse in vielen Sammlungen, namentlich im Mus. brit. zu London, der De Drée'schen Sammlung zu Paris, und in senen Chladniss, Lavaters, Blumenbachs, Klaproths ze.

zwar, wie es scheint, mit bestimmter Vorsicht, Masse abgeschlagen worden, und die beiden solcher Gestalt entstandenen, ziemlich großen, und unter einem Winkel von 85° zusammen stoßenden frischen Bruchflächen lassen zwar an und für sich ihre ursprüngliche Gestalt, Beschaffenheit, Richtung und Ausbehnung nicht wohl erraten doch lässt sich auf der Form des vorhandenen Stückes, und den drei mit Kinde bedeckten Seitenflächen, und der noch ganz vollkommenen Endspitze, mit aller Wahrscheinlichkeit darauf schließen, und es scheint nach dieser Unsicht die eine dieser Bruchflächen die vierte größere gewölbte Seitenfläche, die andere die untere End, oder Grundfläche des Steines gewesen zu sein. Und bei dieser Annahme erscheint die ursprüngliche Korm dieses Steines nicht nur sehr regelmäßig als verschobene und ungleichseitig vierseitige Pyramide mit durch drei flächen zugespitzter Endspitze, sondern auffallend übereinstimmend mit sener des auf der vierten Tafel vorgestellten großen Steines von Stannern, umso mehr, als die Grundsläche ebenfalls ein ähnlich verschobenes Viereck mit einer stark vorspringenden Ecke gebildet zu haben scheint, und die Endspitze durch eine ähnliche Richtung und Ausbehnung der Zuspitzungsflächen ebenfalls auf dem Mittel gerückt ist, und durch die zwei breiteren gegen über stehenden Zuspitzungs flächen zu einer Kante gebildet wird.

Die vorhandenen, mit Kinde bedeckten Seitenflächen, stehen ziemlich senkrecht auf der als Grundfläche betrachtes

ten Bruchfläche: die eine, breiteste, ist fast eben die nächste, kleinste von allen, welche mit voriger unter einem Winkel von etwa 80° sene gemeinschaftliche Kante bildet, auf welche die Juspitzungsfläche aufgesetzt ist, ist etwas konke die dritte, welche unter einem sehr stumpsen Winkel von beinahe 135° mit letzterer zusammenstößt, ist etwas gewöldt. Die eine auf die Kante aufgesetzte Juspitzungsfläche bildet ein auf eine Ecke gestelltes Ahomboid, ist die kleinste und etwas vertieft die beiden andern sind breiker und größer, sehr unregelmäßig gestaltet, und, zumal die eine, sast ganz eben. Sie stoßen unter einem Winkel von 90° in die gemeinschaftliche Endkante zusammen. Alke Slächen haben nur wenige, kaum bemerkbare, seichte, kleine Eindrücke.24

Die Ainde ist besonders zart und dünne, beinahe kohlschwarz, etwas ins Graue ziehend, von wenigem und mattem, aber etwas seidenartigen, stellenweise schimmernden Glanze, und von gar keinem Ansehen, das einen Metallgehalt verriete. Sie ist übrigens sehr zart rau, sein und eng, kurz und verworren, runzlicht-aderig, und voll zar-

 $^{^{24}}$ Die kaiserl. Sammlung besitzt außer diesem noch zwei vollkommen ganze, obgleich nur sehr kleine Steine von dieser Begebenheit. Der eine, um und um mit vollkommener, und nur an einer Ecke mit unausgebildeter Ainde bedeckte, der nur ein Quantchen wiegt, zeigt der Form nach, trotz seiner Kleinheit, eine auffallende Ühnlichkeit mit den beschriebenen Steinen von Tabor und von L'Aigle, indem er, selbst hinsichtlich der gewöllten Grundsläche, und der einen start vorspringenden Ecke, eine ähnliche, verschoben und ungleichseitig vierseitige, abgestumpste, niedere Pyramide bildet. Der andere, etwas größere, von $^{\frac{1}{4}}$ Quantchen am Gewichte, der nur an einem Ende etwas verbrochen ist, und an einer fläche und an zwei andern kleinen Stellen unvollkommene Ainde zeigt, hat eine Form, die sich sener des nächst zu beschreibenden Steines von Lissa sehr nähert. Die Ainde an diesen beiden Steinen, die vielleicht lange dem Einflüsse der Witterung ausgesetzt waren, zeigt, obgleich sie eben so dünne, zart und rissig ist wie an dem oben beschriebenen, durch das ganz matte Ansehn und eine mehr braune, mit Aostslecken gemengte Farbe, einige Ühnlichkeit mit sener der Steine von L'Ainse.

ter Risse, welche unregelmäßige Felder bilden. Sie hat die meiste Ühnlichkeit einerseits mit der Rinde an den Steinen von Lissa, Ugen, Pork, andererseits mit sener an den Steinen von Parma und Benares, und zeigt überhaupt von dem geringen Metallgehalt der Masse, welchen auch das spezisische Gewicht vermuten lässt (3,3 bis 3,4). Sie gibt am Stahle nur schwer und schwache Funken, und wirkt auch nur schwach auf die Magnetnadel, kaum auf $\frac{2}{12}$ Linie Entsernung.

Die Abbildung zeigt diesen Stein auf die eine, als untere End oder Grundsläche betrachtete Bruchfläche auf gestellt, von der gemeinschaftlichen Kante, in welche die einen zwei mit Kinde bedeckten Slächen zusammenstoßen, und auf welche die eine Zuspitzungsfläche aufgesetzt ist, die mit den beiden andern breiteren, welche schief auf den Seitenflächen aufsitzen, die kantige Endspitze bildet.

3 Dritte Tafel.

3.1 Lissa.

Der größte und einzig ganz und vollkommen erhaltene von den vier bei Lissa (zwischen den Dörfern Strattow und Wustra, 4 bis 5 Meilen G. A. G. von Prag) im Bunzlauer Kreise in Zöhmen am 3. September 1808, Nachmittags um halb 4 Uhr, gefallenen und im Falle beobachteten und aufgefundenen Steinen.

Er wiegt 5 Pfund 19 Loth.

Es wurde derselbe von vier Augenzeugen, in deren Nähe er niedersiel, im Aussallen beobachtet, gleich ausgeshoben und an das Oberamt zu Lissa abgeliesert, welches, nachdem es am 8. September eine förmliche Untersuchung des Factums vorgenommen, und eine offizielle Anzeige davon an das königl. Kreisamt zu Bunzlau erstattet hatte, denselben bis zu der in Folge des kreisamtlichen Berichtes, von Seite des königl. Böhmischen Landes Guberniums veranlassten wissenschaftlichen Untersuchung, welche am 17. November Statt sand, ausbewahrte, und dann an die Untersuchungs Kommission abgab, von welcher derselbe mit den diesssälligen Berichten nach Wien eingesendet wurde. Dieser Stein ist, bis auf einige kleine Stellen

²⁵ Bruchstücke von Steinen, als Belege dieser Begebenheit neuester Zeit, möchten wohl zu den seltensten und am schwersten zu erhaltenden gehören. Denn fürst erste war der Steinfall von sehr geringer Bedeutung, es sielen nämlich nur vier Steine, die zusammen kaum IS Pfund wogen, und wenn gleich unter den gewöhnlichen tumultuarischen Erscheinungen, doch ohne großes Aussiehen zu erregen, und nur vor wenigen Augenzeugen so wie denn auch die ganze Begebenheit schwerlich

an den schärfern Kanten, wo die Kinde etwas abyestoßen ist, und zwei Ecken, wo ursprünglich ein Stück abyeschlagen worden war, doch so, dass die Korm des Steineskeineswegs gelitten, und der Verlust der Masse kaum 5 bis 6 Loth betragen haben may, vollkommen yanz und durchaus mit der gewöhnlichen Kinde bedeckt.

Seine Gestalt ist nicht minder auffallend regelmäßig alf sene der beschriebenen Steine von Tabor und von L'Aigle, und noch mehr die Ühnlichkeit, die hierin zwischen allen dreien Statt sindet.

Er bildet nämlich ebenfalls eine deutliche, verschoben und ungleichseitig vierseitige, stark abgestumpfte, niedere Pyramide, die nur etwas mehr als an den beiden vorigen in die Breite gezogen ist, so dass die beiden Endslächen ein mehr länglichtes Viereck bilden.

Die größere End- oder Grundfläche26 hat über 6 30ll

beachtet worden, noch weniger zur öffentlichen Notiz gekommen sein würde, wenn nicht, erst drei Monate früher, und zwar kaum auf 20 Meilen Entsernung, eine ähnliche, der Steinfall bei Stannern, Statt gehabt, oder vielmehr, wenn nicht diese vorausgegangene Begebenheit durch die veranlassten amtlichen Untersuchungen, die selbst zu sener Zeit noch im Gange waren, und sich sogar, einiger Nebenerscheinungen wegen, über die Grenzen Zöhmens erstreckten, die Ausmerksamkeit der Lokal-Behörden, und selbst des Landvolks in sener Gegend ausgeregt gehabt hätte. Andererseits wurden die gefallenen Steine nur wenig zerstückelt, und erhielten bald eine sire Bestimmung. II. k. k. de Erzberzoge Rainer und Johann erhielten große Bruchstücke für Sächstderen Sammlungen, ebenso Se. Ercellenz derr Graf v. Wrbna kleine Stücke blieben zum Angedenken in Kloster zu Lissa, in den Sänden einiger Beamten, und im Bestize des Jrn. D. Reuß von Bilin. Diese möchten, mit den beiden Stücken der kaiserl. Sammlung, allein schon über so Psund am Gewichte betragen. Von dem Reste besinden sich, meines Wissens, kleine Fragmente in den Sammlungen Chladnis, Klaproths und De Drées, und ein Bruchstück von etwa 7 Loth in der Sammlung der mineralogischen Gesellschaft zu Iena.

²⁶ Den Stein von dieser Unsicht und bei dieser Zaltung betrachtet, in welchen sich nämlich dessen Regelmäßigkeit und die Ühnlichkeit mit einer geometrischen Sigur am auffallendsten ausspricht und am deutlichsten beschreiben und darstellen lässt.

Jerr Bergrath Reuß, welchem bei Gelegenheit der wissenschaftlichen Untersuchung des Sactums, zu welcher derselbe beauftragt wurde, und bei Unsicht diesel Steines die Regelmäßigkeit der Sorm desselben nicht entgangen war, ob er gleich durch keine ähnliche Beobachtung ausmerksam gemacht worden zu sein scheint, betrachtete den Stein kristallologisch, folglich in einer andern Jal-

im längeren, und $4\frac{1}{2}$ Joll im schmälern Durchmesser, die Pleinere oder obere Endfläche $4\frac{1}{2}$ zu 3 Joll, und die Seitenflächen haben $3\frac{1}{2}$ Joll Jöhe.

Die Grundfläche ist sehr unregelmäßig, und durch viele, zum Teil ziemlich große und tiese Eindrücke, vorzüglich aber durch starke Abstumpfung der beiden Grundkanten der gegenüberstehenden breiteren Seitenstächen sehr verunstaltet, indem durch diese gewisser Maßen zwei schiese Flächen gebildet werden, die sast in der Mitte der Grundfläche zusammenstoßen. (Es ist bemerkenswert, dass die stärkere Abstumpfung, gerade wie beim Taborer und L'Aigler Steine, dieselbe breiste und gewöldte Seitenfläche trisst besonders auffallend aber ist übrigens die Abnlichkeit hinsichtlich der doppelten Abstumpfung und der Gewöldtheit der Grundssäche mit dem letzteren.)

Von den Seitenflächen sind ebenfalls zwei größer und breiter auch ist die eine davon konver, und durch viele ziemlich große und tiese Lindrücke sehr verunstaltet die andere konkav, mit sehr wenigen kleinen seichten Lindrücken. Diese beiden flächen, welche in Zinsicht der Beschaffenheit ihrer Oberfläche zweien aneinanderstoßenden am Taborer Steine so ähnlich sind, grenzen hier nicht ans

tung, nämlich der Länge nach, die beiden Endflächen alf Seitenflächen nehmend, und beschreibt ihn demnach — Pristallographisch (in Gehlens Journal für Chemie, Physist und Mineralogie, 3. 8. 8. 447, 1809) als eine unregelmäßige fünsseitige Säule (die beiden Abstumpfungflächen der Grundkanten als einzelne Seitenflächen betrachtend), mit sehr ungleichen Seitenflächen, und an welcher eine Endssläche schief angesetzt (eine der schmälern gewoldtern Seitenflächen), die andere mit zwei sehr ungleichen Flächen zugeschärft ist (die, sener gegen über stehende, keineswegt gedoppelte, sondern bloß durch große und tiese Eindrücke verdrückte und verunstaltete Seitenfläche).

einander, sondern stehen sich gegen über, und sind mehr senkrecht als schief aufgestellt. Die von beiden mit der Grundfläche gebildeten Kanten sind, wie bereits bemerkt, stark schief abgestumpft die mit der oberen Endfläche gebildeten aber ziemlich scharf. Von den beiden andern Seitenflächen, die etwaf schiefer aufsteigen, ist die eine ziemlich gewölbt, hat viele kleine, nicht sehr tiefe Lindrücke, aber eine große und ein paar kleine Vertiefungen, die von eis nem bruchstückweisen Verluste der Masse (durch spätere Lostrennung oder Absprengung) vor der Kindenbildung herzurühren scheinen, und welche diese fläche sehr verunstalten die andere ist mäßig gewöldt, sonst eben, und wenige seichte Eindrücke abgerechnet, besonders glatt. Beide bilden mit der Grundfläche sehr zugerundete, mit der oberen Endfläche dagegen besonders scharfe Kanten. Die gemeinschaftliche Seitenkante, in welche jene letztere ebenere Seitenfläche mit der angrenzenden, konkaven, breiteren Seitenfläche zusammenstoßt, und welche besonders scharf ist (der Winkel = 80-85°), bildet mit den Grundkanten dieser flächen ebenfalls eine stark hervorspringende Ecke, wie dies bei den Steinen von Tabor und von L'Aigle der Kall ist.

Die obere Endfläche bildet ein ziemlich regelmäßiges, länglichtes, verschobenes Viereck, entspricht ziemlich dem Mittel der Grundfläche, ist aber wegen schiefer Richtung der Seitenflächen beträchtlich kleiner, fast flach, nur etwas konkav, und durch viele aber kleine und sehr seichte

Eindrücke uneben gemacht. Sie gleicht sener am Taborer und L'Aigler Steine auch darin, dass drei Schenkel des Vierecks bedeutend größer sind als der vierte übrigens ist sie länglichter.

Das Winkelmaß schwankt, obyleich es sich wegen starker Ungleichheit, Eindrückung und Verdrückung der Kanten nur an wenigen Stellen approximativ bestimmen lässt, nur zwischen 80 und 110° .²⁷

Die Rinde hält, dem Angregatschlande und dem quantitativen Verhältnisse der Gemenyteile gemäß, nach welchen diese Steine gleichsam ein Verbindungsglied zwischen zwei darin, und folglich dem äußern Ansehen nach ziemlich stark abweichenden Reihen von Meteor-Steinen bilden, das Mittel zwischen sener an den Steinen von Tabor, L'Aigle, Lichstädt zc., und sener der Steine von Siena, Parma, Benares zc., am ähnlichsten ist sie aber der Rinde an den Steinen von Nork und Agen, mit welchen diese Steine auch in obigen Beziehungen die

²⁷ Ein kleinef, 3 Loth schweref Bruchstück eines ursprünglich ebenfalls bei 5 Pfund schwer gewesenen, aber in mehrere Stücke zerschlagenen Steines von diesem Breignisse, zeigt die Reste von zwei überrindeten Flächen, wovon die eine besonderf flach, eben und glatt ist, und, von einer als Basis angenommenen Bruchstäche, unter einem Winkel von etwa 84°, die andere, etwas unebenere, vertiestere, eingedrücktere, und, der Rinde nach, rauere, unter 60° aussteigt, und welche, unter einem Winkel von beiläusig 65 bis 70°, in eine besonders scharfe gemeinschaftliche Kante zusammen stoßen, die wieder von derselben Basis unter einem Winkel von 50 bis 55° aussteigt, daher wohl die hervor springende Ecke senes Steines gebildet hat, der nach diesen Indizien höchst wahrscheinlich eine ähnliche verschoben vierseitige Pyramidal-Sorm, wie der beschriebene, gehabt haben dürfte.

Der Stein im Besitze Sr. k. z. des Erzherzogs Johann, im Johanneo zu Grätz, — welcher I Pfund 7 Loth wiegt, und beinahe vollkommen ganz ist, obgleich er dem ersten Unblicke nach nur ein großes Bruchstück zu sein scheint, indem eine große Fläche nur mit sehr unvollkommener Kinde bedeckt, oder vielmehr gleichsam nur angeslogen ist, — stellt ein etwas verschobenes vierseitiges Prisma vor und das Bruchstück in der Sammlung Sr. Excellenz des Irn. Grafen v. Wordna, von 22 Loth am Gewicht, lässt wenigstens auf eine ähnliche rhomboidale Jorm des Steines, von dem es abgeschlagen wurde, schließen.

meiste Ühnlichkeit haben.28

Sie ist nämlich hier, und namentlich an diesem Steine, schwarz, beinahe kohlschwarz, ohne allem metallischockerbraunen Unsehen, im Ganzen zwar mehr matt als glänzend, aber doch stellenweise von einem seidenartis gen Schimmer, und, obgleich sehr zart, doch mehr runzlicht als narbint, oder warzin rau. Obyleich sie beim ersten Unblick in diesen Beziehungen gleichförmig über den ganzen Stein ausgedehnt zu sein scheint so zeigt doch eine genauere Betrachtung und Vergleichung einige Verschiedenheit. Un einer Zälfte dieses Steines, und zwar an der oberen Endfläche, an der breiten konkaven, und der kleineren verunstalteten Seitenfläche (welche flächen, nach obiger Beschreibung, auch in Betreff der übrigen Beschaffenheit ihrer Oberfläche mit einander übereinstimmen), zeigt sie sich ganz auf die beschriebene Weise an der Grundfläche dangenen, der breiten konveren und der andern kleineren, ebenfalls gewölbten Seitenfläche (die ihrer übrigen Beschaffenheit nach wieder mit einander übereinstimmen), erscheint sie mehr braun, mit einem schwachen, etwas ins Rupferrote ziehenden Schimmer, zumal in den Lindrücken, im Ganzen aber matter und glatter, wenigstens weniger aderig auch scheint sie hier etwas dünner zu sein. Line kleine, aber kaum beschreibbare Abweichung, zeigt in allen Beziehungen die eine kleinere, am meisten

²⁸Ich behalte mir vor, bei einer andern Veranlassung über diese Reihenbildung, Ühnlichkeit und Übergänge der verschiedenen Meteor-Steine umständlicher zu sprechen, und verweise inzwischen auf die Erklärung der siebenten Tasel.

gewölbte und ebenste Seitenfläche, so dass demnach dieser Stein, hinsichtlich seiner Oberfläche, eine dreifache Versschiedenheit, gewisser Maßen drei Seiten, zeigt.²⁹

Die Dicke der Ainde ist übrigens im Ganzen, wie an den meisten Meteor-Steinen, etwa zwischen $\frac{1}{12}$ bis $\frac{3}{12}$ Linien. Nur an einzelnen kleinen Stellen, hie und da an den Kanten, zeigt sich eine Spur von unvollkommener, unausgebildeter Ainde, wo die Masse des Steines mehr oder weniger verändert (etwas gebräunt) zu Tage liegt, und es das Unsehen hat, als wenn die flüssige Aindenmasse über diese Stellen sich nicht hätte ausbreiten, nicht zusammen-

²⁹Von biefer, wie mir beucht, höchst merkwürbigen, und von mir zuerst an ben Steinen von Stannern beobachteten Verschiedenheit der Oberflache sowohl, als insbesondere der Kinde an ein und demfelben Steine, wird bei Beschreibung der in dieser Beziehung besonderf ausgezeichneten ganzen Steine von Stannern, und bei Erklärung der Siguren auf der fünften und fechsten Tafel, die Rede fein. Zeint fich nleich an diesem Steine von Liffa diese Verschiedenbeit, zumal der Ainde, nicht so auffallend (wie ef auch bei ihrer Beschaffenheit in Allnemeinen alf Kolne des Annrenats-Zustandef und def qualitativen und quantitativen Verhältnissel der Gemeng- und Bestandteile, und insbesondere des Lisengehaltes wegen nicht anders sein kann, und noch weniger bei senen Meteor-Steinen der Sall ist, deren Gehalt an — Gedienen — Eisen noch weit beträchtlicher befunden wird) so zeigt sie sich doch, was in anderer Linsicht nicht minder merkwürdig ist, wie ef auch von gang anderen Ursaden herrührt, um so auffallender zwischen den einzelnen Steinen von dieser Begebenheit. Un dem einen Pleinen Bruchstucke der Sammlung nämlich ist die Ainde noch weit schwarzer, noch mehr seidenartig schimmernd, zumal an der einen Flache, und, äußerst zurt zwar, aber sehr ausgezeichnet, runzlicht-aderig, und überhaupt der Ainde der Steine von Parma und Benaref gar sehr ähnlich dagegen die Steine in Besitze Sr. k. J. des Erzberzogs Johann, und Sr. Ercellenz def Ern. Grafen v. Wrbna, eine Ainde zeigen, die beinabe ganz jener an den Steinen von Tabor, L'Aigle u. f. w. ähnlich, matt, braun und weit glatter ist. Und ebenso der Kinde entsprechend und mit gleicher Unnäherung, ist auch die innere Beschaffenheit und das Unseben der Masse im Bruche an diesen Steinen verschieden. Diese Verschiedenheit, sowohl in Sinficht der Beschaffenheit der Oberfläche und Ainde, als auch der Masse im Innern, die offenbar von einer Verschiedenheit im Angregats und Kohäsions-Justande, und wenigsten bef quantitativen Verhältniffef der Gemengteile abhängt, findet sich übrigens nicht bloß bei den Steinen von dieser Benebenbeit, sondern auch bei mehreren andern, namentlich bei jenen von Stannern und Siena, insbesondere auch bei senen von L'Migle (wie auch Sr. Chladni bemerkte), und mochte vielleicht bei den meisten gefunden werden, wenn man Gelegenheit hatte, so viele Stein und Bruchstücke von ein und demfelben Ereinnisse vernleichen zu können, wie ef bei diesen der Kall war und sie findet sich nicht bloß bei verschiedenen einzelnen Steinen desselben Aiederfalles, ob sie nleich auch alf Bruchstude einer Zauptmasse, der Leuertugel, betrachtet werden, sondern bisweilen selbst bei Brudyftucken einef und deffelben Steinef, so dass sid soldse oft unähnlidser sind, wie dies vorzüglich bei obinen Steinen von Lissa und bei manchen von L'Alinke der Kall ist, alf Bruchstücke von Steinen von, nach Zeit und Ort, fehr entfernten Begebenheiten.

fließen können. In einem kleinen, aber tiefen Lindrucke an einer der flächen, findet sich eine solche Stelle, wo die Masse des Steines ganz und gar unverändert ist, und den frischesten Bruch zeigt, indes doch der sie begrenzende Aindenrand deutlich erkennen lässt, dass es kein künstlicher Bruch ist.

Ihre Zärte ist kaum geringer als die der Kinde an den Steinen von Tabor und L'Aigle aber auf die Magnetendel wirkt sie bedeutend schwächer.

Die Abbildung stellt den Stein nach der Ansicht und Zaltung, nach welchen die Beschreibung genommen, auf der größeren End oder Grundsläche liegend vor, so dass, mit dem ganzen Umrisse, die eine ausgezeichnetere, breitere, konkave Seitensläche, die obere Endsläche, und zum Teil noch die zwei kleinen Seitenslächen, wovon die eine mit der vorderen die verlängerte Kante und vorspringende Ecke bildet, zu ersehen sind.

4 Vierte Tafel.

4.1 Stannern.

Der größte³⁰ von den bei Stannern in Mähren, am 22. Mai 1808, Morgens gegen 6 Uhr, gefallenen Steinen,³¹ welcher ganz erhalten wurde.

³⁰ Außer einem, von Joseph Wurschy von Teustift, in derselben Gegend, in einem Wäldchen, etwa 2500 Klaster nördlich von der Kirche von Stannern, gefundenen Steine (Ar. 61 des Planes), welcher II Pfund gewogen haben soll, aber in kleine Stücke zerschlagen wurde, ließ sich, trotz allen mittel und ummittelbaren lang fortgesetzten Nachforschungen, kein ähnlicher an Größe weiter nachweisen. Die nächsten an Gewicht waren schon Steine zwischen I und 5 Pfund, und deren möchten wohl kaum mehr als sene 6 bis 7 gesallen und ausgesunden worden sein, welche der Plan nachweiset.

 $^{^{31}}$ Obyleich biefer Steinfall gerade leiner von den bedeutenoften war, indem nach den genaueften Nachforschungen, die wohl bei leiner Benebenheit der Art so umständlich und sortnesetzt annestellt wurden, kaum mehr alf 100 Steine zu einem Gesamtgewicht von höchstens 150 Pfund gefallen sein dürften so sind doch die Belege davon ebenso, und beinabe allgemeiner noch, wenigstens zweitmäßiger, verbreitet, als jene vom Steinregen zu L'Aigle, der doch in jeder Beziehung zwanzig bif dreißig Mahl ergiebiger war. Man hat dief den Linleitungen zu verdanken, welche bei diesem Ereignisse zur gehörigen Untersuchung des Sactums, zum Einsammeln, und dann zu einer zweitmäßigen (unentgelblichen) Verteilung der entbehrlichen Steine und Bruchstücke an die bekanntesten öffentlichen Sammlungen, und an die vorzüglichsten Privat/Sammler und Schriftsteller auf dieser Partie in ganz Europa, getroffen worden sind, und ef wäre wohl sehr zu wünschen, dass von den Regierungen aller Staaten bei ähnlichen Ereignissen auf gleiche Urt verfahren werden mochte. Auf diese Weise könnte sehr leicht eine ähnliche (newiss sehr wichtige, und wie wir überzeunt zu sein nlauben, in der Solne sicher noch zu sehr bedeutenden Aufschlüssen führende) Zusammenstellung der Produkte (der ausgezeichnetsten, und in irgend einer Beziehung merkwürdigen Steine und Bruchstücke) eines seben vorfallenden Ereignisses der Art, an einen bestimmten, zweckmäßigen Platz (an irgend einer öffentlichen wiffenschaftlichen Unstalt im Staate), und eine ähnliche Verbreitung und Verteilung der entbehrlichen Stücke an andere ähnliche Plätze (öffentliche Museen und Privat-Sammlungen) — womit einerseits die nicht minder wichtige und notwendige, größtmöglichste und vollständigste Zusammenstellung solcher Produkte von verschiedenen Ereignissen, an verschiedenen Orten, und zur ausgebreitetsten Benutzung, andererseits eine sichere und dauernde Aufbewahrung derselben für Mit, und Nachwelt erzielt würde — bewirkt, und damit am meisten zur seinerzeitigen Aufklärung dieser, in so vielfachen Beziehungen rätselhaften, Naturerscheinung beigetragen werden. Der bisherigen Vernadsläffigung solder Maßregeln ist ef zuzuschreiben, dass wir von achtzig bis hundert Tausend ähnlichen Ereignissen, die sich, nach einem höchst wahrscheinlichen Kalkül, seit unserer Zeitrechnung bloß in Europa zugetragen haben möchten, kaum von einem Zundert derselben hinlänglich beglaubigte Machrichten, und von diesem kaum von drei und dreißig (und diese beinahe ausschließlich von Ereignissen auf der neuesten Zeit, von den letzten 70 Jahren) nachweifbare, materielle Belege besitzen, und daff wir, nach Jahrtausenden, jetzt in Siesem Jahrhunderte erst, nicht nur die ersten Schritte zur Aufklärung zu machen, sondern selbst noch den Unglauben an die Realität dieser ebenso auffallenden als wunderbaren Phänomene, die sich seit Menschengedenken, und keineswegs so selten, auf unserem Planeten ereigneten und immerfort ereignen, zu bekämpfen haben.

Es ward derselbe erst gegen Ende des Monats Julius jenes Jahres, also zwei Monate nach dem Ereignisse, indem er in ein Kornseld gefallen war und da verborgen blieb, von Katharina Pauser und ihrem Manne, einem Taglöhner von Neustist, im Beisein noch einiger Urbeitsleute, auf dem Selde des Neustister Bauers, Jacob Uchatzi, N. N. O. vom Markte Stannern, und zwar bei 3000 Klaster von der Kirche, fast am äußersten Ende (kaum 250 Klaster vom äußersten Punkte, wo noch ein Stein gefallen war) des befallenen Slächenraums gegen N. (Situations Plan Nr. 59), zufällig während des Kornschneidens aufgefunden.

Er steckte sest in der Erde, und nur eine Ecke desselben rante hervor, welche die Ausmerksamkeit des Taylöhners weibes auf sich zog, indem es das geschnittene Korn zussammenrasste und in Garben band. Die Erde war sehr trocken und sest, und der Mann hatte Mühe, den Stein herausubringen. Im Zerausheben brach die in der Erde sestecken gebliebene Spitze, oder vielmehr die eine obere Ecke ab. Das Gewicht desselben ward beiläusig auf $9\frac{3}{4}$ Pfund geschätzt, wie es sich auch im Plane angegeben sindet der Stein wiegt aber wirklich II Pfund und IO Loth Wiener Kommerzial Gewicht.

Außer einigen feinen und seichten Aissen, und hie und da etwaf abgeschlagenen Kanten und Ecken, ist derselbe vollkommen ganz und durchauf mit Ainde bedeckt.

Es stellt derselbe eine wenig verschobene, und beina-

be gleichseitig vierseitige Pyramide vor, deren etwas auf der Mitte gerückte Endspitze durch drei neue, auf den Seitenflächen aufsitzende, unvollkommene flächen schief zugespitzt ist. Die Grundfläche ist sast eben, und hat wenige große, seichte, breit verlausende Eindrücke. Die von ihr mit den sast senkrecht aussteigenden Seitenflächen gebildeten Kanten sind meistens etwas verdrückt und abgerundet, eine jedoch ist sehr scharf, und bildet einen Winkel von 90°. Eine Seitenecke ist besonders hervorspringend, und nur wenig abgerundet und ausstallend ist die Ühnlichkeit der Grundfläche dieses Steines, zumal in Zinsicht dieses Umstandes, mit sener der zuwor beschriebenen Steine von Tabor, L'Uigle, und selbst von Lissa, so wie die der Form des Steines im Ganzen, mit sener des Steines von Siena.

Jwei Seitenflächen, welche unter einem Winkel von beiläufig 100° in eine ziemlich scharfe Kante zusammenstoßen, die mit den Kanten der Grundsläche sene hers vorspringende Ecke bildet, sind fast ganz flach und eben, nur etwas vertieft, und haben sehr wenige seichte, sanst verlausende Lindrücke. Die zwei entgegen gesetzten Seistenflächen stoßen in eine stumpfere und verdrückte gemeinsschaftliche Kante zusammen, und bilden ähnliche Kanten mit den vorigen Seitenflächen und mit der Grundsläche. Sie sind konver, zumal die eine derselben, und durch häusigere, zum Teil tiese Lindrücke, sehr uneben.

Die drei unvollkommenen Zuspitzungsflächen, wovon

Seitenfläche aufsitzt, und mit derselben eine sehr verdrückete, undeutliche Kante unter einem sehr stumpfen Winkel bildet, die beiden andern, kleineren, aber auf den etwas vertieften Seitenflächen schief, und so aufgesetzt sind, dass sie mit jener eine außer die Mitte fallende Zuspitzungsendente bilden, — wovon die abgebrochene Spitze die eine Ecke ausmachte, — haben die Zeschaffenheit der Oberfläche mit den korrespondierenden Seitenflächen gemein.

Die Ainde³² ist fast durchauf über den ganzen Stein von gleicher, und zwar von der gewöhnlichsten Beschaffenheit, wie sie an diesen Steinen überhaupt zu sein pflegt, ziemlich gleich dick, dicht und sest, etwas settig, und ziemlich stark glänzend, rein dunkelschwarz, und von der rauen, einsach und verworrenen, runzlicht-aderigen Urt (U. a. 2. Gilberts Unnalen Bd. 3I, S. 56) nur an den gewöldteren, unebeneren Slächen nähert sie sich der blattsörmig gezeichneten (ebendas. U. a. 3), und ist hier matter, etwas weniger schwarz, und, wie es scheint, etwas dünner.

Sie ist nirgends abgesprungen, aber auch an keiner Stelle zeigt sich, trotz der bedeutenden Oberfläche dieser

³²Was die merkwürdige Beschaffenheit der Kinde an den Meteor-Steinen von Stannern im Allgemeinen, die ausfallende Verschiedenheit derselben, nicht nur an verschiedenen einzelnen Steinen, sondern selbst oft, und zwar sogar gewöhnlich an einem und demselben Steine, und die große Mannigsaltigkeit hinsichtlich der besonderen Beschaffenheit ihrer Oberslache, und was endlich die Solgerungen betrist, die sich auf der genauen vergleichenden Betrachtung derselben ziehen lassen so verweise ich auf das, was zerr Prosessor von Scherer und ich im 31. Bande von Gilberts Annalen darüber umständlich vorgebracht haben, und wozu die gegenwärtigen Darstellungen (zumal die Sinuren der fünsten und sechsten Tasel) gewisser Maßen als versinnlichende Belege dienen sollen.

großen Masse, eine Spur von der unvollkommenen Art (ebendas. S. 58. D.).

Viele Aunzeln und Abern, zumal an den Kanten, sind stark erhaben, scharf und faltenähnlich. Säume der Ainde sinden sich an diesem Steine nirgendwo, wohl aber an den schärfern Kanten, wo die stark aderige Ainde von zwei Flächen zusammenstoßt, deutliche Nähte.

Die Dicke derselben weicht, so wie überhaupt bei dies sen Steinen im Allgemeinen, nicht von der gewöhnlichen Dicke der Rinde an andern Meteor-Steinen ab, und bes trägt im Ganzen $\frac{1}{12}$ bis $\frac{2}{12}$ Linie.

Ihre Zärte ist nur sehr gering, und nur schwer, und bloß an einzelnen Stellen (an diesem Steine wohl an gar keiner) lassen sich der Ainde dieser Steine überhaupt mit dem Stahle einzelne schwache Junken entlocken eben so wenig zeigt sie eine merkliche Wirkung auf die Masgnetnadel nur gepulvert bleiben einzelne Utome an der Spitze hängen.

Es zeigt sich zwar allenthalben an diesem Steine, in den Furchen und Vertiefungen des Adergeslechtes der Ainde, etwas Erde³³ eingedrückt, — was bei dem tiesen und gewaltsamen Eindringen des Steines in das Erdreich, und bei den wiederholten Regengüssen, welche in der ziemlich

³³ Diese Erde lässt sich inzwischen selbst da, wo sie am sestesten an und eingedrückt zu sein scheint, doch ziemlich leicht und ohne Verletzung der zartesten Abern und Aunzeln, mit einer scharfen Bürste wegbürsten, und mit einem nassen Schwamme vollends rein wegwaschen, so dass leine Spur in irgendeiner Beziehung von ihrem früheren Dasein zurückbleibt. Ein Umstand, der wohl, mit manchen andern Beobachtungen, sehr gegen die Annahme des flüssigen oder doch weichen Zustandes der Ainde, selbst noch im Momente des Ausstallens der Steine, streitet.

langen Zwischenzeit bis zu bessen Aussinden Statt hateten, wohl nicht anders sein konnte, — am meisten sedoch an den konveren Flächen, auf welche der Stein auch, vermöge seines Schwerpunktes, ausgefallen sein müsste, falls dieser nicht etwa durch eine rotierende Bewegung des Steins im Falle, — welcher inzwischen einerseits die Beschaffenheit der Rinde, wenn diese als flüssig, andererseits die Form des Steines, wenn die Masse weich gedacht werden soll, — widerspräche, turbiert worden wäre. 34

Der Stein ist, auf der Grundfläche liegend, so dargestellt, dass sich die eine Seitenfläche mit der aufsitzenden Zuspitzungssläche in gerader, die zwei anstoßenden Seitenflächen aber, wovon die eine mit ersterer die etwas verlängerte Seitenkante und die vorspringende Ecke bildet, in schiefer Unsicht zeigen.

³⁴Ich bemerke das noch sichtliche Ankleben von Erde an diesem, wie insbesondere an allen folgenden ganzen Steinen von Stannern, absichtlich mit Genausgkeit, weil dasselbe hier — wo es sich übrigens, der eigentümlichen Rausgkeit der Obersläche wegen, auch deutlicher zeigen und länger erhalten konnte als an irgend einem andern Meteor-Steine — mit vollkommenster Verlässlichkeit, die wahren Ausstallspunkte der einzelnen Steine — inzwischen aber auch sene Stellen, welche bei tieserem Eindringen derselben in den Grund nebenher noch mit Erde in Berührung kamen, — bezeichnet, indem die meisten dieser Steine (nur den eben beschriebenen und die beiden folgenden kleinsten ausgenommen) unmittelbar während der Begebenheit, oder doch nur wenige Tage nach dem Ereignisse, in welcher Iwischenzeit noch keine Abänderung in der ursprünglichen Lagerung derselben, noch eine zufällige Veränderung mit der umgebenden Erde Statt gefunden haben konnte, aufgehoben und unmittelbar aus der ersten Zand, von dem Aussinder selbst, erhalten worden waren.

5 Fünfte Tafel.

5.1 Erste Sigur.

Einer der kleineren, aber vollkommen ganz erhaltenen Steine von dem Ereignisse bei Stannern, der 5 Loth I Quäntchen wiegt, und sich durch eine besonders regelmäßige Form außeichnet.

Er ward durch das von der Untersuchungs-Kommission veranlasste absichtliche Aussuchen der gefallenen Steine, am 28. Mai von einem Landmanne zwischen dem Markte Stannern und dem Dorse Lang-Pirnitz, oder vielmehr ganz nahe an diesem letzteren Orte, im südlichen Teile des befallenen Flächenraums (und zwar etwa 2600° südlich von der Kirche von Stannern, und kaum 1500° vom äußersten Punkte, wo noch ein Stein in diesem Teile gefallen war, dagegen über 5000° von der Fallstelle des vorhin beschriebenen Steines entsernt) ausgesunden. (Situations-Plan Ar. 19.)

Es ist derselbe vollkommen ganz, um und um überrindet, und bildet eine unvollkommene, dreiseitige Pyramide, der Geren Ühnlichkeit, obyleich sie sich, durch Abrundung und Abstumpfung der Ecken und Kanten zum Teil beinabe einer Kugelsorm nähert, mit der Form des großen, zudor beschriebenen Steines unverkennbar, und umso auffallender ist, als sich an der Grundsläche dieses Steines, durch Abplattung und Breitdrückung einer Ecke, die Tendenz

zu einer ähnlichen (vielleicht ursprünglich gewesenen und nur abgeänderten) verschoben und ungleichseitig vierseitigen Pyramidal form, die an jenem ausgesprochen ist (an den Sigur 2 und 5 dieser Tafel vorgestellten Steinen aber auch nur in einem ähnlichen Grade angedeutet erscheint), nicht verkennen lässt.

Die stark konvere und unebene Grundsläche des Steines stellt nämlich ein ungleichschenkliches Dreieck vor, dessen Ränder mit den drei ziemlich senkrecht aussteigenden, sast ganz ebenen, nur etwas vertieften Seitenflächen stumpfe Kanten bilden, und dessen stumpfe Ecken den abgerundeten Seitenkanten entsprechen. Die eine dieser Ecken ist aber gleichsam platt und breit gedrückt, und geht, zugerundet, unmittelbar in eine ebenfalls breit gedrückte und abgerundete, beinahe zu einer vierten Seitenfläche gestaltete Seitenkante über, die bogenförmig, allmählich sich verdünnend, gegen die Endspitze verläuft.

Nach dem andern Ende des Steines verschmälern sich die Seitenflächen, und endigen sich in eine etwas nach einer Fläche hin und selbst etwas übergebogene (folglich ebenfalls, und zwar sehr stark, außer das Mittel der Grundsläche fallende) dreiseitige, ziemlich scharse Spitze, die durch zwei sehr unvollkommene und ungleiche, schief auf die Seitenflächen ausgesetzte Flächen zugespitzt, und gewisser Maßen kantig zugeschärft wird. 35

Mur auf der Grundfläche sinden sich einige einzelne,

³⁵ Die von mir in Gilberts Unnalen von diesem Steine schon früher gegebene Beschreibung, B. 31, S. 36, D., spricht die Korm desselben nicht deutlich genug aus.

ziemlich seichte und kleine Eindrücke.

Die Rinde ist über den größten Teil des Steines, und eigentlich durchauf eine und dieselbe, und zwar von gleis cher zart strablin-aderine-Beschaffenheit (U. b. I. Gilberts Unnalen, 38. 31, S. 57), und einem, mit dieser Beschaffenheit stets verbundenen, stellenweise (wo nämlich die oberste Schichte abgesprungen oder abgestoßen ist, was bei dieser Urt Ainde gewöhnlich Statt sindet) matten, im Ganzen aber starken, seidenartigen, schimmernden Glanze, und beinahe kohlschwarzer Karbe. Die seinen erhabenen Strahlen sind zwar kurz und oft unterbrochen, und verwirren sich oft hin und wieder, zumal bei ihrem Ursprunge, wo sie ein Geflecht bilden doch scheinen sie von der Spitze aus über die Seitenflächen gegen die Grundfläche hin ihre Zauptrichtung zu nehmen, an deren Kanten, zumal von zwei flächen her, sie sich verdicken, anhäufen und als ein gezackter, ziemlich scharf abgeschnittener Rand enden, ohne einen Saum oder eine Naht zu bilden.

Auf der Grundfläche zeigt sich zwar dieselbe Ainde, ihrer Zauptbeschaffenheit nach, allein nur in Spuren, denn die oberste Schichte, die auf den Seitenflächen nur hie und da an kleinen Stellen abgestoßen ist, scheint hier ganz zu sehlen, und ihre Oberfläche erscheint beinahe matt, nur wenig schimmernd, und mehr braun als schwarz. Allein bei Betrachtung unter der Lupe zeigt sich, dass die obere Schichte doch nicht abgerieben oder abgestoßen ist, — in

welchem falle solche Stellen ganz matt, porös und gleiche sam schwammig erscheinen, — sondern dass sie nur in einer andern Modisikation vorhanden ist, nämlich Statt Aunzeln und Abern, großen Teils bloß erhabene Punkte und Körner bildend.

Von eingedrückter Erde zeigt sich an der schmählern, der gebogenen, breit gedrückten Seitenkante entgegen gesetzten Seitenfläche die meiste Spur, aber auch hier nur in den zarten Zwischenräumen der erhabenen, scharfen Abern, und, wie am gewöhnlichsten, in den vertieften mikroskopischen Punkten und Poren der Oberfläche.

Die Abbildung, welche diesen Stein als Musterstück solcher von geringerer Größe bei vollkommener Intesprität und von ausgezeichneter form darstellen soll, zeigt denselben, auf einer Seitenfläche liegend und mit der Endsspitze nach unten gekehrt, um mit dem so viel als möglich ganzen Umrisse die gewölbte Grundsläche, und die eine, breiteste, Seitenfläche — gegen welche die Spitze gebogen ist — mit ihren Seitenrändern — wovon der eine die gebogene, breit gedrückte Kante bildet — ersichtlich zu machen.

5.2 Zweite Ligur. a. b.

Ebenfalls einer von den kleineren, bei Stannern gesfallenen Steinen, 4 Loth I Quäntchen wiegend, welcher yanz erhalten worden ist, und eine auffallend regelmäßige

form zeigt.

Es wurde derselbe, am andern Tage nach dem Ereignisse, von einem Landmanne auf einem Zaberselde zwischen Lang, und Klein-Pirnitz, ebenfalls im südlichen Teile des befallenen Flächenraums (und zwar etwa 2400° südlich von der Kirche von Stannern, beiläusig 700° östlich von der Fallstelle des vorhin beschriebenen ähnlichen Steines, und ziemlich in gleicher Entsernung vom äußersten Fallpunkte in S.), flach ausliegend und einen starken Joll tief in das Erdreich eingedrungen gefunden, und am 28. Mai mir selbst zu Lang-Pirnitz, wo ich auf der Fahrt nach Stannern angehalten hatte, um vorläusige Erkundigungen einzuziehen, auf mein Verlangen überlassen. (Situations-Plan Vr. 16.)

Er ist vollkommen ganz und durchaus überrindet, nur eine Ecke ist etwas abgestoßen, und ein kleines Stück der oberen Endspitze abgeschlagen der Verlust an Masse kann indes kaum 2 Quäntchen betragen.

Es stellt derselbe eine etwas verschobene, aber ziemlich gleichseitig dreiseitige, oder vielmehr eine ungleichseitig vierseitige, etwas verlängerte Pyramide vor. Er zeigt nämlich eigentlich zwar nur drei ziemlich gleich breite Seitenflächen allein eine derselben ist, durch eine, obgleich nur unvollkommene Kante, die sich aber an der Grundstäche doch durch eine deutliche Ecke ausspricht, der Länge nach in zwei sehr ungleiche Zälften geteilt.

Diese solcher Gestalt geteilte Seitenfläche ist im Gan-

zen etwaf konver, und durch verhältnismäßig sehr große Lindrücke sehr uneben, ja durch einen besonders großen und tiefen gegen die Basis hin, welcher beinahe einem Verluste an Masse, durch spätere Lostrennung oder Absprengung eines Stückes (wenn diesem nicht zum Teil die Gleichförminkeit der Kinde widerspräche) zuneschrieben werden könnte, gewisser Maßen verunstaltet. Die beiden andern Seitenflächen, welche mit dieser beiderseits unter einem ziemlich stumpfen Winkel, in eine sehr stumpfe, verdrückte und ausgeschweifte, unter sich aber in eine beinahe schneibend scharfe, aber im Verlaufe, durch Lindrücke von den flächen her, mehrere Male gebogene gemeinschaftliche Kante, unter einem ziemlich spitzen Winkel zusammen stoßen, sind ziemlich flach, eher etwas vertieft, und haben zwar ziemlich viele, aber nur seichte und breit verlaufende Eindrücke, die mehr den Unebenheiten einer natürlichen Bruchfläche des Steines, als den gewöhnlichen Lindrücken gleichen. Nach dem einen Ende zu verschmälern sich die Seitenflächen allmählich, und geben, nachdem sich die eine unvollkommenere Kante, welche die konvere Seitenfläche teilte, mit der nächsten zu vereinigen scheint, in die Spitze über, welche, obyleich sie abgebrochen ist und ursprünglich fehlt, nach der Richtung der Flächen stumpf und dreiseitig, und etwas gegen die konvere Fläche gebogen gewesen sein dürfte.

Die Grundfläche ist fast flach, nur etwas vertieft, sonst vollkommen eben, und bildet ein sehr ungleichseis

tiges, verschobenes Viereck, indem seder Seitenfläche — selbst den beiden sehr ungleich geteilten Zälften der einen konveren — eine Kante, und seder Seitenkante — selbst der unvollkommenen, sene Fläche teilenden — eine, wenn gleich stumpse, Ecke entspricht. Die mit den beiden Zälfsten der konveren Seitenflächen gebildeten Kanten sind sehr stumps, sene mit den zwei andern Seitenflächen aber ziemlich scharf, und da diese Seitenflächen mit ihrer gesmeinschaftlichen Kante sich nach diesem Ende des Steisnes hin beträchtlich verlängern so erhält die Grundsläche dadurch eine ganz schiese Richtung gegen die viel kürzere konvere Seitenfläche, und die durch sene verlängerte Seistenkante mit den beiden Grundkanten der Seitenflächen gebildete Ecke springt bedeutend vor, und scheint (da sie verbrochen ist) ziemlich scharf gewesen zu sein.

Die Ainde ist an diesem Steine besonders merkwürdig, und zeigt eine wesentliche und auffallende Verschiedenheit nach den verschiedenen Flächen desselben.

Auf der konveren Seiten und der mit dieser auch im Übrigen übereinstimmenden Grundfläche ist sie von der sehr rauen, runzlicht aderigen Art (A. a. I. Gilberts Annalen Id. 31, S. 56), mit dem gewöhnlichen Glanze, der durch matte Stellen — wo nämlich die oberste Schicht abgesprungen ist — unterbrochen wird, und von mehr brauner als schwarzer Farbe. Auf den beiden andern Flächen dagegen ist sie ganz glatt, sehr dicht, sest und gleichförmig, sehr schwach aderig, und nur sehr uns

deutlich und unvollkommen blattförmig gezeichnet, pecheschwarz und sehr settig glänzend. (3. 2. ebendas. S. 57.) Von der konveren Seitene und der Grundsläche über die Kanten her, bildet die dortige rauere Rinde auf die Rinde dieser flächen herüber undeutliche und nicht scharf begrenzte Säume. 36

Von unvollkommener Ainde zeigt sich keine Spur an diesem Steine, und von eingedrückter Erde nur etwas an der Grundsläche, auf welche der Stein, vermöge seines natürlichen Schwerpunktes auch aufgefallen sein müsste.

Sigur 2. a. stellt diesen merkwürdigen Stein, auf den beiden glatten Seitenflächen und ihrer gemeinschaftlichen Kante liegend, von der konveren, unebenen und unvollkommen geteilten Seitenfläche, und der mit derselben in schieser Richtung verbundenen Grundsläche vor

Sigur 2. b. zeigt denselben aber, auf sener Seitenfläche ruhend, von der gemeinschaftlichen, schneidend scharfen Kante, in welche die beiden andern Seitenflächen zusammenstoßen.

³⁶ Diese höchst merkwürdige, und, wie mir däucht, für die Erklärung der Bildung der Kinde sowohl, als der Kormierung (Vereinzelung) der Steine sehr wichtige Eigenheit derselben, Säume zu bilden, spricht sich am deutlichsten an dem gleich zu beschreibenden, und vorzugsweise deshald (übrigens auch der Große, Vollkommenheit und Korm wegen) auf derselben Tasel Kigur 5 abgebildeten Steine aus, mit welchem dieser, und zwar nicht nur in der Korm, — sogar in den einzelnen Unregelmäßigkeiten derselben, — sondern auch in der ganzen Beschaffenheit und Art der Überrindung, die auffallendste Ühnlichkeit und Übereinstimmung zeigt.

5.3 Dritte Figur.

Einer der kleinsten, und doch vollkommen überrindeten Steine von dem Ereignisse bei Stannern, von kaum $2\frac{1}{2}$ Ouäntchen am Gewichte.

Es ward derselbe einige Zeit nach der Zegebenheit, in Solge nachträglicher amtlicher Aufforderung an das Landvolk sener Gegend, die etwa noch verborgen liesgenden Steine aufzusuchen und abzuliesern, an das k. k. Kreisamt zu Iglau eingebracht, und von diesem mit mehreren andern eingesendet.

Da dieser Stein zu klein und unbedeutend schien, so ward weder der Sinder namentlich angezeigt, noch in dem späterhin aufgenommenen Situations Plane die Stelle angedeutet, wo derselbe aufgefunden wurde indessen doch in dem Linbegleitungsschreiben bemerkt: dass derselbe auf der Gegend von Lang Pirnitz, demnach auf dem südlichen Teile des befallenen Slächenraums, eingebracht worden sei.

Er ist vollkommen ganz, und nur an einer Seite etwas abgeschlagen, so dass der Verlust an Masse etwa ein halbes Ouäntchen betragen haben möchte außer dieser Stelle ist er um und um mit Kinde bedeckt.

Er bildet eine etwas verdrückte, verschoben aber ziemlich gleichseitig vierseitige, sehr abgestumpfte und niedere Pyramide, und gleicht mit dieser Form, die sich ziemlich deutlich auf den ersten Blick ausspricht, und im Kleinen, sehr dem Steine von Tabor nur ist die Grundsläche (so wie bei den Steinen von Lissa und L'Aigle) durch eine sehr starke schiefe Abstumpfung einer Kante, wodurch die fläche gleichsam in zwei Zälften geteilt wird, verunstaltet, wodurch sich die form von dieser Seite mehr jener des Steines von L'Aligle nähert. Die beiden Endflächen, den Stein in dieser Zaltung betrachtet, sind sehr uneben, sonst ziemlich flach die obere kleinere und etwas aus dem Mittel gerückte zeigt einige kleine, aber ziemlich tiefe Eindrücke die untere größere, mehr länglicht vierectigte, wird durch die neue, durch die Abstumpfung gebildete, sehr stumpfe Kante, welche die fläche der Quere nach in zwei ziemlich gleiche Zälften teilt, gewölbt gemacht. Line der Seitenflächen ist beinahe senkrecht aufgesetzt, ganz flach und eben die gegenüberstehende etwas schief, konver und uneben die dritte sehr schief aufsteigende etwas konkav, und dies eigentlich durch ein paar verhältnismäßig sehr große, aber seichte und sehr breit verlaufende Lindrücke und die vierte, dieser gegenüberstehende, ist die verbrochene. Alle diese flächen bilden sowohl unter sich als vorzüglich mit der Grundfläche, am wenigsten mit der oberen Endfläche, ziemlich scharfe Kanten. Die Rinde scheint auf den ersten Unblick über den ganzen Stein durchauf von ganz gleicher Zeschaffenheit zu sein, ist es wohl auch im Wes sentlichen, zeint aber doch bei näherer Betrachtung einige unterpeordnete Modificationen.37

³⁷Wenn man sich die Ainde bei ihrer Entstehung, während ihrer Bildung, und wenigstens einige Zeit während des Falles des Steines, in einem mehr oder weniger flüssigen Justande denken will (und das muss man wohl, wenigstens bei den Meteor-Steinen von Stannern), und zumal,

An der oberen End und der einen schiefen Seitenfläche ist sie nämlich von einer ganz eigenen Art, die gleiche sam das Mittel hält zwischen der strahlig und runzliche aderigen. Der Grund ist matt und etwas grauliche schwarz, und die Adern, welche mehr vereinzelt stehen, verlängert und nur selten etwas ramissziert sind, wenig zusammenhängen, und daher kein eigentliches Netz oder Geslecht bilden, sind pechschwarz oder pechbraun, mit einem ähnlichen settigen Glanze. Sie sind ziemlich stark und grob, so dass die Oberfläche ziemlich rau erscheint unter der Lupe erscheinen sie aber wie gekörnt, und aus einzelnen mehr oder weniger dicht aneinander gereiheten und zusammensließenden Kügelchen oder Tröpschen gebildet, wie kleine Perlenschnüre (sehr ähnlich der unvollkommenen Ainde D. 2 aber nicht auf frischer Bruchsläche,

wenn man (waf man, wie mir däucht, weniger muff noch foll) die Rinderbildende Potenz auf der Luft selbst (den durch Kondensation ausgepressten und durch Reibung erzeugten Wärmestoff) nehmen will so muff jeder Stein an seinen verschiedenen flächen oder Seiten, je nachdem sie, nach beffen Richtung im Salle (wenn auch eine Achsenbewegung babei Statt fände, welcher jeboch, ohne der Form zu erwähnen, die Beschaffenheit der Ainde, diese als flüssig angenommen, an den meisten Steinen offenbar widerspricht), mehr oder weniger dem Luftstrome entgegen gestellt waren, wenigstens eine zwei, ja wohl dreifache kleine, untergeordnete Modifikation der Ainde, wenn diese auch über den ganzen Stein von einer und derselben Zauptbeschaffenheit sein sollte waf sie in einzelnen Sällen auch wohl sein kann — erkennen lassen. Und dies scheinen wirklich die Meteor-Steine von Stannern, deren Ainde, vermöge ihrer ganz eigentümlichen Natur und Beschaffenheit, vorzugsweise, ja bis jetzt beinahe ausschlich geeignet ist diese Modisilationen außusprechen, zu bestätigen. Ein anderes ist es um sene Zauptverschiedenheiten der Ainde, deren ich in meinem Auffätze, in Gilbertf Annalen 38. 31, erwähnt und vier aufgestellt habe diese rühren von ganz anderen Urfachen her (von der ursprünglichen Form und der individuellen Beschaffenheit ber Oberflache der Steine von der Kraft und der Dauer des Ainde-bildenden Prozesses, die durch Bobe, Richtung und Schnelligkeit des Salles bei den verschiedenen einzelnen Steinen mannigfaltig verschieden sein, ja selbst bei ein und demselben Steine durch wiederholte Zerplatzungen oder Lost rennung einzelner Stude im Salle wieder abgeandert werden können u. f. w.) und ef können deren an einem und demselben Steine (wie dief der vorhin beschriebene bewährt, und die Sigur 5 und Tafel 6 Sigur 3 und 4 abgebildeten noch deutlicher zeigen) ebenfallf zwei auch drei vorkommen. Daff jede derselben nach obinem ihre einenen Modifikationen haben müsse, ernibt sich von selbst, und welche Komplikationen auf dem zufälligen Jusammentreffen mehrerer von diesen und jenen notwendig entstehen müssen, dief lässt sich denken.

sondern auf schon überrindetem Grunde eine Anomalie, die ich bei keinem Steine von Stannern wieder sinde). Un der untern Ends oder Grundsläche und an der konveren Seitenfläche zeigt sich dagegen die Rinde zwar von einer ähnlichen, aber schon mehr ausgesprochenen, dichster strahligsaderigen Beschaffenheit, von dunkelschwarzer Farbe, und starkem, etwas seidenartigem Glanze (fast genauso, wie die Rinde an den Seitenflächen des zuvor beschriebenen, und Sigur I abgebildeten Steines), und zeigt offenbar einen Übergang in oder vielmehr aus sener zuvor beschriebenen. Un der ebenen Seitenfläche endlich erscheint sie beinahe kohlschwarz, von settigem, etwas schillerndem Glanze, und zart runzlicht und verworren, klein und sehr dichtsaderig, unverkennbar als Modisikation oder höherer Grad der letzteren.

Sie bildet übrigens nirgendwo Säume oder Nähte, aber unvollkommen, und zwar im höchsten Grade (D. 3), sindet sie sich an ein paar äußerst kleinen Stellen, und auf einem, verhältnismäßig, bedeutend großen Flecke an der oberen Endsläche. Un allen diesen Stellen scheint aber bloß die bereits gebildet gewesene Ainde, nicht aber ein Stück der Masse des Steines, abgesprungen zu sein. Nur an der Grundsläche zeigt sich etwas Spur von Erde.

Dieser höchst merkwürdige Stein ist auf seiner Grundstäche liegend vorgestellt, um dessen obere Endsläche — welche am regelmäßigsten ist, und seine Form am besten ausspricht — die eine gewöldte Seitenfläche von vors

ne, und die schiefe von der einen Seite, zur Ansicht zu bringen.

5.4 Vierte Sigur.

Der kleinste, und doch vollkommen ganze und durchauf überrindete, bei Stannern gefallene Stein, der kaum 56 Gran wiegt.

Auch dieser ward erst einige Zeit nach dem Ereignisse eingebracht, und vom k. k. Kreisamte zu Iglau mit der Anzeige, dass er ebenfalls in der Nähe des Dorfes Lang-Pirnitz, also im südlichen Teile des befallenen flächenraums, ausgefunden worden sei, hierher eingesendet im Situations Plane aber eben so wenig, wie vom vorigen Steine, der scheinbaren Unbedeutendheit wegen, der sinder genannt, oder die Fallstelle angegeben.

Es zeigt derselbe einen eisörmigen Umriss, da er aber sehr plattgedrückt, und bei einer Länge von II und einer Breite von 8 Linien, im größten Durchmesser, an der dickesten Stelle kaum $4\frac{1}{2}$ Linie misst, eine mandelssörmige Gestalt. Diese Gestalt nähert sich sedoch — indem die beiden flächen auf der einen Seite in eine scharfe Kante zusammen stoßen, an der entgegen gesetzten aber durch einen ziemlich breiten Kand verbunden sind, der einen dritte, obgleich weit schmälere, fläche bildet — einem ungleichseitigen Prisma, und damit aussallend, obgleich im winzig Kleinen, der Form des nächst zu beschreibens

den, Sigur 5 abgebildeten, Steines nur dass an diesem Steine das Prisma von zwei Flächen her stark zusammen gedrückt, und die dritte Fläche die schmälste ist, und dass diese sich allmählich in den Rand der andern Seite, der gemeinschaftlichen Kante der beiden andern Flächen, verliert, ohne mit denselben Endslächen zu bilden.

Die beiden größeren flächen sind etwas konver, allmählich gegen ihre gemeinschaftliche, fast schneidend scharfe, Kante schief abnehmend, und, zumal die eine, durch ziemlich tiese ungleichsörmige Eindrücke, die ebenso, wie an den gleichartigen flächen jenes Steines, mehr den Unebenheiten einer natürlichen Bruchfläche als gewöhnlichen Eindrücken gleichen, sehr uneben die schmale fläche ist noch weit gewölbter und unebener, zumal nach einem Ende hin, wo ein verhältnismäßig beträchtliches Stück der Steinmasse sich gleichzeitig losgetrennt zu haben scheint, und eine bedeutende Vertiefung zurück ließ.

Die Kinde scheint auch an diesem Steine durchauf von einerlei Beschaffenheit zu sein, und ist auch wirklich von einerlei, und zwar von der glatten Urt, von dunkelsschwarzer Farbe und starkem settigem Glanze, ganz ähnlich sener an den konkaven Flächen des zuvor beschriebenen und Sigur 2 b, und des nächst zu beschreibenden, Sigur 5 abgebildeten, Steines nur scheint sie fast durchauf dünner zu sein denn sie zeigt einen Grad von Durchscheinenheit, der selten vorkommt, so dass der, wie es scheint, schwerer in Kinde umwandelbare weiße Gemengteil der Steinmass

se in Gestalt einzelner gelblicher und bräunlicher Körner durchscheint und die Udern sind etwas stärker und faltenartiger, doch ohne die Oberfläche rau zu machen oder ein Metz zu bilden. Offenbar zeigt sich aber auch an diesem, doch so kleinen Steine eine Modisikation oder Abstufung der Zauptbeschaffenheit der Ainde denn unverkennbar ist sie an der einen breiten fläche, dichter, dunkler und glänzender, und von hier ist sie auch in Gestalt eines unvollkommenen Saumes über den scharfen Rand auf die entgegen gesetzte fläche, und zum Teil auch über den stumpferen Rand der auf einer Seite an dieselbe grenzenden schmalen fläche, welche in allen Beziehungen mehr mit jener übereinstimmt, übergeflossen. Von unvollkommener Kinde findet sich keine Spur, und nur gegen das eine etwas dickere und breitere Ende des Steines zeigt sich etwas Erde an der schmalen fläche.

Die Abbildung zeigt den Stein im ganzen Umrisse auf der einen breiten, stärker überrindeten fläche liegend, mit dem scharfen — der schmalen fläche entgegen gestellten — Rande nach vorne gekehrt, um den Rindensaum auf der einen einiger Maßen ersichtlich zu machen.

5.5 Fünfte Sigur.

Einer der größten Steine von dem Ereignisse bei Stannern, 3 Pfund 18 Loth wiegend.

Er ward am Tage (29. Mai) der an Ort und Stelle

abyehaltenen Untersuchungs Kommission, bei angeordnester Aufsuchung der gefallenen und yanz außer Acht yeslassenen Steine, von einem Bauersweibe auf einem Felde zwischen Stannern und dem Dorfe Falkenau, beinahe im Mittelpunkte des befallenen flächenraums (und zwar etswa 600° östlich von der Kirche von Stannern, und etwa 3000° vom äußersten Punkte in VI., und etwa 4000° vom äußersten Punkte in SI., wo die entserntesten Steisne yefallen waren), auf ziemlich sestem Boden, flach aufsliegend und nur sehr wenig in die Erde eingedrungen, yefunden. (Situations Plan Vr. 45.)

Es ist derselbe vollkommen ganz, und durchaus mit Rinde bedeckt nur an ein paar kleinen Stellen ist diese etwas abgeschlagen, und an dem einen Ende ist ein kleines Stück ausgebrochen, doch so, dass der Verlust an Masse kaum auf I Loth angeschlagen werden kann.

Der Umriss des Steines ist eisörmig, mit stark abgestumpften Enden er bildet aber eigentlich ein vollkommesnes, nur etwas ungleichseitig dreiseitiges, gegen die beiden Enden verschmälertes Prisma, und stellt solcher Gestalt ein Segment eines Lies vor.

Er zeigt nämlich drei Zauptflächen, die unter ziemlich spitzen Winkeln zusammenstoßen, und ziemlich scharfe Kanten bilden, und von welchen die etwas breitere konver, und die beiden andern ein wenig vertieft sind. Nach den beiden Enden hin verschmälern sich diese Flächen, aber ungleich, so dass die konvere mit einer der konkaven mehr nach dem einen, die andere konkave mehr nach dem andern Ende zu abnimmt. Die beiden Enden sind stark abstesstumpft, und durch eine Fläche geschlossen, so dass man diese als End, sene als Seitenflächen betrachten kann.

Die eine dieser Endflächen, die man als die größere und regelmäßigere, als die Grundfläche dieses Steines ansehen may, ist flach, nur etwas vertieft, und bildet ein vollkommenes, aber stark verschobenes, und sehr ungleichseitiges Viereck drei Ecken desselben entsprechenden Seitenkanten, und folglich die Känder den Seitenflächen, die vierte Ecke aber, welche etwas stumpfer ist, fällt gegen die Mitte der breiteren Seitenfläche, von deren Teilung durch eine Kante sich der Unfang zeigt. (Die Tendenz zur vierseitigen Säule, oder, da das andere Ende schmäler zuläuft, und dort die Endfläche kleiner und ganz unregelmäßig ist, zur ungleichseitig vierseitigen Pyramide, ist unverkennbar, und besonders auffallend die Uhnlichkeit und Ubereinstimmung dieses Steines mit dem zuvor beschriebenen, und figur 2. a. b. abgebildeten, ungleich kleineren, nur mit dem Unterschiede, dass dieser gegen das eine Ende ungleich mehr verschmälert ist, und daher eine vollkommen konische Gestalt hat.)

Die beiden etwas vertieften Seitenflächen, die in eine gemeinschaftliche, scharfe, etwas verdrückte und wellenförmig ausgeschweiste Kante (genauso wie an jenem Steine auch ist sie länger als wenigstens eine der beiden andern Seitenkanten, und bildet an der Grundsläche die

vorspringendste Ecke) zusammen stoßen, haben nur wenige, und sehr seichte, aber ziemlich große und breit verlausende, unförmliche Eindrücke, die (ebenso) mehr den
Unebenheiten einer natürlichen Bruchfläche, als den gewöhnlichen Eindrücken gleichen, und bilden zum Teil,
oder liegen in größeren, stärkeren Vertiefungen, welche von ungleichförmiger, aber gleichzeitiger Lostrennung
einzelner Stücke der Masse herzurühren scheinen.

Die breitere, konvere Seitenfläche, welche mit jenen Flächen ziemlich scharfe, und hie und da besonders dünne, übrigens sehr verdrückte und ausgeschweiste Kanten bildet, zeigt weit wenigere und noch seichtere Eindrücke von gewöhnlicher Urt, so dass sie für fast eben erscheint nur gegen das obere Ende hin ist sie durch beträchtliche Vertiefungen (die wahrscheinlich ebenfalls durch eine ungleichsörmige, aber auch mit der Entstehung der ganzen Fläche gleichzeistige Lostrennung einzelner Stücke entstanden sein mögen) gewisser Maßen verunstaltet.

Die obere Endfläche, welche mit den Seitenflächen sehr undeutliche und unvollkommene Kanten bildet, entspricht der Beschaffenheit der Obersläche nach, vollkommen dem oberen, verunstalteten Teile der konveren Seitenfläche die untere Endsläche aber (die mit den Seitenflächen ziemlich scharfe, und nur mit der einen sehr schmalen konkaven eine platt und sehr breit gedrückte Kante bildet), hat nur einige sehr seichte Eindrücke, und zeigt in seder Beziehung eine, obyleich nur wenig bedeutende Abweichung

von allen übrigen Slächen.

Die Ainde ist an diesem Steine (sowie an senem Sig. 2. a. b.) ganz besonders merkwürdig, und zeigt (genauso wie an diesem in seder Zinsicht) eine sehr wesentliche und auffallende Verschiedenheit nach den verschiedenen Flächen, oder vielmehr nach den Seiten des Steines.

Un den beiden konkaven Seitenflächen ist sie nämlich von gleicher, und zwar von der (in Gilberts Annalen 28. 31, S. 57, sub 23. 2. beschriebenen) glatten, nur sehr schwach aderigen Art sehr dicht, sest und gleichsörmig, pechschwarz und sehr settig glänzend. Aur hie und da zeigen sich wenig erhabene kleine Adern und Ramisikationen, die nur selten zusammen hangen, und nur eine Anlage zu blattsörmigen Zeichnungen, ohne bestimmte Richtung, bemerken lassen. Sie bildet weder Nahte noch Saume.

Un der konveren Seitenfläche dagegen, auch an dem oberen, verunstalteten Teil derselben, ist die Rinde bestonders ausgezeichnet, von der sehr rauen, runzlicht und faltigsaderigen Urt (ebendas. S. 56, U. a. I.), zwar dicht und sest, aber sehr ungleichsörmig, da slecks und stellenweise die oberste, raue Schichte derselben sehlt, wo sie lockerer, porös, matt, und mehr braun als schwarz erscheint sonst beinahe kohlschwarz, und von ziemlich starkem, nur durch sene Stellen unterbrochenen, aber mehr seidenartigen, schillernden Glanze. Abgesehen von der Ershabenheit einzelner starker Runzeln und Falten, hat sie im

Ganzen keine beträchtlichere Dicke als sene an den entues gen gesetzten flächen. Die erhabenen, ziemlich scharfen Udern, Runzeln und Falten, bilden ein ziemlich engef, unregelmäßiges Metz, oder ein verworrenes Udergeflecht aber, obyleich einige mehr verlängerte Udern, zumal hie und da auf den Rücken der Erhabenheiten, welche einige Vertiefungen begrenzen, ausgezeichnet und besonders scharf sind so sind dieses doch keine Mähte, da sie immer nur von einer Seite her gebildet werden, und keine bestimmte Richtung haben. Dagegen ist die Rinde an allen Kanten dieser fläche, sowohl gegen die beiden andern Seitenflächen, als auch gegen die untere End oder Grundfläche hin, obyleich hier schwächer und undeutlicher, angehäuft, verdickt, und über die Kanten selbst geflossen, so dass sie an jenen Flächen eine Urt von Saum bildet, der wie eine doppelte Lage von Kindenmasse, über eine Linie breit, sich auf dieselben und über die denselben eigentümliche Ainde hinein zieht, genau dem Laufe der Kanten folgt, und ziemlich scharf abgeschnitten endigt. Un einer der Seitenkanten ist diese Saumrinde, und zwar gerade an den zwei hervorragendsten Stellen, auf einen halben 3011 Länge, wieder gegen die fläche zurückgedrückt, gerade als wenn der Stein mit diesen Punkten gegen einen harten Körper gestoßen wäre, der die (noch nicht ganz erstarrte ?) Rinde zurückgebogen hätte. Die Beschaffenheit der Kinde an der oberen Endsläche stimmt ganz, so wie die übrige Beschaffenheit der Oberfläche des Steines hier, mit der Beschaffenheit beider an dieser konveren fläche überein sene dagegen an der untern Endoder Grundfläche weicht hierin, obyleich nicht sehr auffallend, von jener an beiden Seiten des Steines ab. Sie ist nämlich bei weitem nicht so glatt und settig glänzend, wie die an den konkaven Seitenflächen aber auch nicht so rau und runzlicht-aderig und schimmernd, wie die an der konveren, sondern überhaupt mehr von der gemein-aderigen, an den Steinen von Stannern am gewöhnlichsten vorkommenden Art (A. a. 2). Von der konveren fläche her bildet die dortige, über die Kante auf diese fläche nur etwas übergeflossene Ainde, auch nur einen undeutlichen, unvollkommenen Saum von den beiden konkaven flächen her aber steht die Rinde gleichsam an den Rand der gemeinschaftlichen Kante frei an, und von jener dieser fläche geschieden.

Von unvollkommener Kinde findet sich an diesem yansen großen Steine nur eine und selbst etwas zweideutige Spur, an einer kleinen Stelle auf der scharfen gemeinsschaftlichen Kante der konkaven Seitenflächen.

Aur an diesen letzteren flächen, auf welche der Stein auch wirklich aufgefallen zu sein scheint, da er nament-lich auf denselben liegend gefunden wurde, und zum Teil an den beiden Endslächen, sindet sich Erde in die kleinen, seichten, ohne dieselbe kaum sichtbaren, zwischenräume des schwachen Udergeslechtes, und in die vertiesten Punkte und Poren der Ainde an- und eingedrückt auf der kon-

veren fläche dagegen, die bei dem geringen Lindringen des, doch über 3 zoll dicken, Steines in das Erdreich hoch genug über dasselbe hinausragte, so dass nicht leicht ein Regenguss Erde darüber schlemmen konnte, zeigt sich trotz der Rausgkeit der Oberfläche keine Spur davon. (Un dem Steine Sig. 2 sinden sich erstere, sonst ganz gleich beschaffene flächen, ganz rein von Erde, wovon sich hier überhaupt nur etwas an der Grundsläche zeigt.)

Die Abbildung zeigt diesen besonders ausgezeichneten Stein, auf der konveren Seitenfläche liegend (wie Sigur 2. b. den ähnlichen), von den beiden glatten, konkaven Seitenflächen und ihrer gemeinschaftlichen Kante (nur gestürzt, die Grundsläche nach oben, und etwas gewendet), um den merkwürdigen Kindensaum, von der konveren fläche her, an einem Seitenrande (in das nötige Licht gebracht) ersichtlich zu machen.

6 Sechste Tafel.

6.1 Erste Sigur.

Liner von den großen Steinen von dem Steinfalle bei Stannern, 2 Pfund I2 Loth schwer. 38 Vollkommen ganz, und durchaus überrindet.

Es ward derselbe am 29. Mai im Versoly des anyeordeneten Aussuchens der gefallenen Steine, yanz nahe an dem Marktslecken Stannern selbst, ziemlich im Mittelpunkte des befallenen flächenraumes (und zwar kaum 500° westelich von der Kirche von Stannern, und bei 3000° vom äußersten Punkte in VI., und bei 4000° vom äußersten Punkte in S., wo die entserntesten Steine gefallen waren) aufgesunden, und an die Untersuchungs Kommission abgegeben. (Situations Plan VII. 26.)

Die Gestalt dieses Steines scheint beim ersten Anblicke höchst unregelmäßig zu sein, denn viele große, unförmliche und zum Teil ziemlich tiese Eindrücke, die offenbar vom Verlust an Masse durch spätere Zersprengung und gleichzeitige Lostrennung mehrerer Stücke, vor der Aindebildung im Ganzen, herrühren, verunstalten die Flächen, verdrücken die Kanten und unterbrechen deren Richtung, so dass der Stein, zumal derselbe gegen das eine Ende hin etwas verschmälert, und hier von zwei

³⁸ In dem, dem Situations Plane angeschlossenen Verzeichnisse der aufgefundenen Steine, wird das Gewicht, wahrscheinlich weil nur nach Erinnerung geschätzt, da das Verzeichnis mehrere Monate später aufgenommen wurde, nur auf 2 Pfund angegeben.

Seiten her stark zusammen gedrückt ist, keilförmig erscheint. Inzwischen ist doch die verschoben dreiseitige oder die unvollkommen und sehr ungleichseitig vierseitige prismatische Grundgestalt unverkennbar, und an der einen Endsläche deutlich ausgesprochen, und die Ühnlichkeit mit den oben beschriebenen und Sigur 2 und 5 auf der vorigen Tasel abgebildeten Steinen nachweisbar. Man kann nämlich vier Seitens und zwei Endslächen, die zum Teil von ziemlich scharsen, wenn gleich sehr ausgeschweisten, und hie und da unterbrochenen Kanten begrenzt werden, deutlich unterscheiden.

Iwei der Seitenflächen, die sich gegen Überstehen, sind sich fast ganz gleich sie sind breiter als die übrigen, und länglich viereckig. Gegen das eine, obere Ende sind sie nur wenig verschmälert, aber vertieft und abgeplattet, weil der Stein hier so zusammengedrückt ist, dass er kaum einen Joll dick erscheint gegen das andere, untere Ende sind sie etwas mehr verschmälert, aber konverer, wie denn der Stein hier 3 Joll dick ist. Sie sind sehr uneben, voll großer, zum Teil ziemlich tieser, aber sanft sich verlaufender Eindrücke.

Die dritte, zwischen senen liegende Seitenfläche ist gegen das untere Ende fast so breit, wie die beiden vorhergehenden, nach oben aber sehr verschmälert, weil der Stein
von den andern Seiten her so start zusammengedrückt ist.
In der Mitte ist sie etwas vertieft, sonst flach und ebener
als sene, da sie nur wenige, zwar große, aber sehr seich-

te Eindrücke von gewöhnlicher Art hat. Die vierte, der letzteren gegen über liegende Seitenfläche endlich ist und vollkommen, oder gleicht vielmehr einem breit gedrückten Rande. Sie ist sehr schmal, sehr uneben und konver, und bildet mit den beiden breiten Seitenflächen, zwischen welchen sie liegt, undeutliche, sehr verdrückte, unterbrochene und abgerundete Ranten. Sie gleicht sehr der unvollkommenen vierten fläche des figur 2 a auf der vorigen Tasel dargestellten Steines, und noch mehr, ihrer ganzen Beschaffenheit nach, der schmalen fläche an dem daselbst figur 4 abgebildeten Steine.

Die obere Endfläche ist undeutlich und unbestimmbar, oder vielmehr sie erscheint, weil der Stein von zwei Seisten her so sehr zusammen gedrückt ist, bloß als ein breiter, abgerundeter Rand. Die untere Endfläche dagegen bildet eine vollkommene, etwas verschobene und ungleichseitig vierseitige fläche, deren ziemlich spitze Ecken den Seistenkanten, und die ziemlich scharfen Kanten den Seitenslächen entsprechen, und die mit der gleichnamigen fläche der oben beschriebenen Steine, Sigur 2 und 5, große Ühnlichkeit zeigt. Sie ist ziemlich stark ausgehöhlt, und durch etwas kleinere, aber stärkere Vertiefungen als die übrigen flächen, uneben gemacht.

Nach dieser Beschaffenheit der Obersläche lässt dieser Stein drei Verschiedenheiten nach seinen verschiedenen Slächen erkennen, wovon die eine Seitenfläche für sich die eine, die derselben entgegen gesetzte, schmale, in Vers

bindung mit der untern Endfläche, die andere, und die beiden breiten, sich gegenüberstehenden Seitenflächen zusammen, die dritte zeigen.

Die Ainde ist an diesem Steine ganz besonders ausgezeichnet und merkwürdig. Sie ist durchauf von derselben Zauptbeschaffenheit und von gleicher, und zwar von der rauen, ganz vollkommen blattförmig gezeichneten Art (A. a. 3. Gilberts Annalen Bd. 31, S. 56), zeigt aber doch, nach den verschiedenen flächen, die sie bedeckt, unverkennbar eine zweiz, zum Teil dreisache Modisikation.

Un der untern Endfläche, von wo auf die blattförmis ngen Zeichnungen ihre Richtung nach aufwärts über die Seitenflächen nehmen, erscheint sie noch sehr unvollkommen und undeutlich blattförmig, mehr verworren, runzlicht-aderig, von etwas graulich-schwarzer Farbe, und etwas mattem, settigem Glanze an der schmalen, konveren Seitenfläche ist sie von gleicher Karbe und ähnlichem Glanze, aber schon deutlich blattförmin nezeichnet, und die Blätter streichen gerade nach aufwärts gegen das obere Ende, und bald schlagen sie, bald die Blätter der angrenzenden breiten Seitenflächen über die abgerundes ten Kanten. Un den beiden breiten Seitenflächen ist sie schon ausgezeichnet blattförmig, und die Richtung der Blätter geht von der Grundfläche nach aufwärts und etwas schief, größten Teils gegen die schmale Seitenfläche bin. Ihre Karbe zieht sich mehr ins Pechschwarze, und ihr Glanz ist etwas stärker und mehr fettig, und beides umso

mehr, je mehr sie sich dem oberen Ende und der vierten Seitenfläche des Steines nähert. Auf dieser letzteren endlich ist sie besonders ausgezeichnet und großblätterig, und die Blätter streichen, wie vom Mittel der untern Endfläche auf, schief aufwärts in entgegen gesetzter Richtung nach den angrenzenden breiteren Seitenflächen, und mehr oder weniger selbst über die gemeinschaftlichen scharfen Kanten, so dass sie hier teils am Rande frei anstehen, teilf, auf jene flächen ganz überschlagend, einen mehr oder weniger deutlichen und unterbrochenen Saum auf denselben bilden. Die Rinde ist übrigens auf dieser fläche von einer sehr dunkel, fast kohlschwarzen Farbe, mehr seidenartigem, schimmerndem Glanze, und von zarterer Beschaffenheit (die Adern sind nämlich viel seiner und schärfer), und nähert sich überhaupt sehr der strahlige aderigen Urt auch scheint sie, wo nicht im Ganzen, dünner, doch gleichförmiger zu sein, wenigstens ist sie nicht so, wie an den übrigen flächen, stellenweise, am Rande der Blätter — zumal wo sich dieser über den Rücken von Erhabenheiten zieht — verdickt, angehäuft, und gleichsam wie Olfarbe mit einem groben Pinsel hingeschmiert. Un der oberen Endsläche, die eigentlich, wie bereits erwähnt, bloß einen stumpfen, abgerundeten Rand bildet, ist die Rinde bis gegen das Mittel derselben hin dick, fast wulstig (hie und da wohl auf eine halbe Linie) angehäuft, besonders glatt, und von den breiten flächen her, wie erstarrendes Dech, gleichsam angeflossen,

und zwar scheint es, den abyestoßenen Stellen nach, die obere glatte Schichte zu sein, welche sich hier verdickt hat.

Von unvollkommener Kinde findet sich nur an einer äußerst kleinen, kaum bemerkbaren Stelle, auf seder der breiten Seitenflächen, eine Spur, wo offenbar die Kinde nicht zusammengeflossen war.

Ungedrückte Erde zeigt sich nur an der schmalen konveren fläche, und gegen die untere Zälfte der an sie grenzenden breiten Seitenflächen, welches auch die Stellen sind, auf welche der Stein, kraft seines natürlichen Schwerpunktes, gefallen sein sollte.³⁹

Die Abbildung stellt diesen ausgezeichneten Stein, auf der schmalen Seitenfläche liegend, etwas schief gewendet vor, und zeigt die eine ebenere Seitenfläche sast in gerader, eine der breiteren in schiefer, und die untere Endsläche in saucierter Aichtung.⁴⁰

6.2 zweite Sigur.

Einer der größeren von den bei Stannern gefallenen Steinen, I Pfund I2 Loth wiegend. Vollkommen ganz und um und um mit Kinde bekleidet.

³⁹Und dieser Richtung im Falle scheint die Modissikation der Ainde auf den verschiedenen Flächen sehr zu entsprechen.

⁴⁰ In Gilberts Annalen 38. 31 ist von diesem Steine Tasel I Sig. 2 bereits eine verkleinerte und skizzierte Abbildung, aber von einer der breiten Seitenslächen, gegeben worden ich habe daher absichtlich hier eine andere Fläche zur Darstellung gewählt.

Dieser wurde am 28. Mai in Folge der gemachten Aufforderung, die gefallenen Steine aufzusuchen, von eisnem Landmanne ebenfalls in der Nähe des Marktes Stansnern, eigentlich bei dem Dorfe Sorez, noch mehr im Mittelpunkte des befallenen flächenraumes, als der vorshin beschriebene (und zwar kaum 1000° G. S. G. von diesem, und etwa 600° in gleicher Richtung von der Kirsche von Stannern, und beinahe in ganz gleichem Abstande von den beiden äußersten Fallstellen in N. und S.), aufgefunden. (Situations Plan Nr. 35.)

Er stellt eine zwar etwas unvollkommene, aber nur wenig verschobene, ungleichseitig vierseitige Pyramide vor, deren abgeflachte Spitze stark auf dem Mittel gedrückt und auf eine Seite übergebogen ist.

Die Grundfläche, welche ganz flach und beinahe vollkommen eben und platt, ohne alle Eindrücke und Vertiefungen ist (ein fall, der bei einer fläche von solcher Ausdehnung höchst selten an einem Steine vorkommt), bildet
ein etwas verschobenes und ungleichseitiges Viereck, dessen
ziemlich, und gewisser Maßen ausgezeichnet gerade lausende scharse, fast schneidende Kanten, ebenso vielen, ziemlich senkrecht ausgesetzten, nach oben verschmälerten und
nach einer Seite hingebogenen Seitenflächen, und dessen
Ecken ebenso vielen, ziemlich scharsen, aber sehr verdrückten und ausgeschweisten Seitenkanten entsprechen. Line
Ecke der Grundssläche ist ziemlich spitzig, und die ihr diagonal gegenüberstehende etwas abgestützt eine dritte Ecke

ist stärker, und die ihr entgegen gesetzte vierte noch mehr abyestützt, so dass durch letztere die Grundsläche beinabe fünsseitig gemacht wird. Diese Abstumpfungen gehen etwas schief von unten nach auswärts und außen, und bilden Dreiecke, deren Basis auf der Grundsläche ruht, und deren spitzer oberer Winkel sich allmählich in die Seitenkante verliert. Solcher Gestalt wird die vierseitige Form der Pyramide durch sie nicht verändert, und die Grundsläche zeigt immer noch eine große Ühnlichkeit mit sener der meisten bereits beschriebenen Steine, so wie die Form im Ganzen, welche den GrundsTypus deutlich genug ausspricht, mit sener mehrerer derselben.

Die obere Endfläche ist nur unvollkommen, und eisgentlich die horizontale Fortsetzung einer schief aufsteisgenden Seitenfläche.

Iwei aneinandergrenzende Seitenflächen sind, zumal die eine, breiter als die andern, und ziemlich stark gewöldt die beiden andern, gegen deren gemeinschaftliche, sehr verdrückte und beinahe ganz verschwundene Kante (welcher auch die am stärksten abgestützte Ecke der Grundfläche entspricht) die abgeslachte Endspitze hingestrückt und übergebogen ist, sind bedeutend schmäler und etwas vertieft.

Die an diesem Steine auf allen Flächen, außer der yanz ebenen Grundfläche, vorkommenden Lindrücke, sind von yanz eigener Urt, wie ich sie an keinem Steine von Stannern (deren ich doch, mit Inbeyriss der größeren Bruchstücke, bei 100 zu Gesicht bekam), noch an ir gendeinem Meteor Steine, wieder sand, ausgenommen — obyleich nicht yanz so deutlich ausgesprochen — an der Grundsläche des nächst zu beschreibenden. Sie sind nämlich verhältnismäßig sehr klein, aber ties und yrubenartig, nicht so breit wie gewöhnliche Eindrücke und sanst verlausend, sondern ziemlich scharf gerandet, yleich sam kantig, wie von grobkörnigen oder bröckligen Absonderungen entstanden, und geben der Obersläche, da sie ziemlich häusig sind, ein klein-wellenförmiges Ansehen. Aus den beiden schmälern, konkaven Seitenslächen zeigen sie schon eine Modisikation sie sind nämlich hier größer, aber seichter und mehr breit verlausend, auch minder zahlreich. Die obere Endsläche stimmt hierin mit den andern Seitenslächen überein.

Auch die Ainde ist an diesem Steine von eigentümlischer, und der seltenen, strahligs und netzartigsaderigen Art, aber durchauf, über den ganzen Stein, von einerlei Zauptbeschaffenheit, die nur eine Zaupts und eine dieser letzteren untergeordnete Modisikation erkennen läßt. 41

Auf der ebenen Grundfläche ist sie nämlich ausgezeichenet auseinanderlaufend strahlig die ziemlich erhabenen, zarten und scharfen runzelartigen Adern laufen, wenig geschlängelt und fast gar nicht ramissiert, von einem körnig-rauen Mittelpunkte — der aber nicht ganz im

⁴¹Und diese Modissikationen zeigen eine Übereinstimmung mit der Beschaffenheit der Obersläche und mit der Richtung, welche die Slächen im Viederfallen des Steines, kraft dessen individuellen Schwerpunktes, höchst wahrscheinlich gehabt haben möchten.

Mittel der fläche liegt — strahlenförmin auseinander und gegen die Kanten hin. Die Zwischenräume zwischen diesen, eben nicht sehr gedrängten Strahlen, sind durch zartere Runzeln und Abern, die zum Teil Uste derselben sind, und durch erhabene Punkte und Tröpschen rau. Ubrigens ist die Rinde hier beinahe kohlschwarz, und von einem ziemlich starken, schimmernden, seidenartigen Glanze. Un allen übrigen flächen dagegen erscheint sie netzartig-aderig, das ist, die sehr erhabenen und scharfen, zwar strahlenförmig verlängerten, aber alf Kolge der Unebenheiten verschiedentlich und stark gebogenen und gefrümmten Ubern bilden durch ihre Verbindung unter sich ein unregelmäßiges, weitschichtiges Netz, dessen Maschen oder Zwischenräume ebenfalls durch zartere, kürzere Udern und Runzeln rau sind. Un den Erhabenheiten, welche die Vertiefungen begrenzen, sowie an den meisten Kanten, bildet die Rinde ziemlich hohe und scharfe, zart gefaltete Nähte, welche der Oberfläche ein nanz eigentümlichef und besonders raues Unsehen geben. 42 Übrigens hat die Kinde hier eine mehr ins Graue ziehende schwarze Farbe, und einen etwas schwächeren, aber noch mehr schimmernden, seidenartinen Glanz.

⁴²Die Erhabenheit und Schärfe der Abern und Nähte der Ainde, insbesondere an diesem Steine, sprechen wohl sehr gegen die vermeintliche flüssigteit derselben, die selbst noch im Momente des Auffallens der Steine Statt haben soll so wie andererseits die Horm und die Schärfe der Kanten, nicht nur an diesem, sondern an den meisten Steinen, gegen die präsumierte Weichheit, Plastizität, teigige Schmelzung (susion pateuse) der Steinmasse in demselben Momente zu streiten scheinen obyleich nicht in Abrede zu stellen ist, das sie sich eben so wenig mit dem höchst spröden, leicht brüchigen und sast zerreiblichen Justande, in welchem, wenigstens die Steine von Stannern, selbst sehr kurze zeit nach ihrem Falle befunden worden sind, und sich noch befinden, vereindaren lassen, und mit welchem letzteren überhaupt die vollkommene Integrität so vieler, mitunter ansehnlicher und ziemlich gewichtiger Steine im offenbarsten Widerspruche steht.

Un den beiden konkaven flächen zeigt sich insofern eine kleine Modisikation von dieser letzteren Beschaffenheit der Ainde, dass sie hier etwas dunkler schwarz ist (gleichem im Übergange von sener der Grundsläche in sene der andern Seitenflächen), schwächere Nähte, minder raue Zwischenräume, und, wenigstens gegen die Endspitze hin, eine schwache Unlage zu blattförmigen Zeichnungen zeigt.

Übergeflossen oder Säume bildend sindet sich die Ainde an diesem Steine nirgendwo, und unvollkommen (und zwar im höchsten Grade, aber nur als Kolge einer oberstächlichen Absprengung eines äußerst kleinen Stückes dersselben) zeigt sie sich nur auf einer sehr kleinen Stelle auf einer der konkaven Klächen.

Un der Grundfläche, an einer der konveren und an einer konkaven Seitenfläche, gegen welche letztere die Endspitze gebogen ist, zeigt sich stellenweise etwas eingedrückte Erde.

Dieser, durch die seltene Art von Überrindung besonders ausgezeichnete Stein, ist von seiner — in dieser Beziehung merkwürdigsten — Grundslache, die zugleich dessen Form am besten erkennen macht, dargestellt.⁴³

⁴³ In Gilberts Annalen 28. 31, Tafel 2 Sigur I. 2., ist bereits von diesem Steine eine stäzierte Darstellung von zwei Ansichten gegeben worden, und zwar die eine von den beiden gewölbten Seitenflächen mit ihrer gemeinschaftlichen Kante, die andere von der Grundslache genommen.

6.3 Dritte Sigur.

Ebenfalls einer der größeren von den bei Stannern gefallenen Steinen, von I Pfund 7 Loth am Gewichete, welcher am 29. Mai, auch nahe bei Stannern selbst, zwischen den Dörfern Sorez und Falkenau, demnach ebenfalls im Mittelpunkte des befallenen Flächenraumes (und zwar nur etwa 500° mehr nördlich als der letztbeschriebene, und etwa 300 östlich von der Kirche von Stannern) ausgefunden und der Kommission übergeben wurde. (Situations Plan Ar. 43.)

Es ist derselbe vollkommen ganz, so, wie er wirklich zur Erde gefallen, obgleich er, bei oberflächlicher Betrachtung, das Unsehen hat, als wäre ein beträchtliches Stück davon nach der Zand gewaltsam abgeschlagen, und die künstlich erzeugte Bruchfläche durch absichtliche oder zufällige Beschmutzung so verändert worden, dass sie nicht mehr vollkommen einer ganz frischen der Masse gleichet. Diese Vermutung sindet noch überdies in der offenbaren Verunstaltung der Korm, deren ursprünglis che größere Regelmäßigkeit noch unverkennbar ist, durch Verlust an Masse, eine auffallende Bekräftigung. Es hat mit dieser Vermutung insoweit auch die vollste Richtigs keit, dass jenes Bruchansehen und diese Kormverunstaltung wirklich von einem späteren, nach der ursprünglichen Bildung (Individualisierung) dieses Steines und nach dessen totaler Inkrustierung Statt gehabten Verluste an Masse

berrühre allem ef zeigt sich bei näherer Betrachtung unwiderleglich, dass dieser Verlust noch vor dem wirklichen Niederfallen oder Auffallen des Steines, und während seines Zuges durch die Luft, durch natürliche Absprengung und Lostrennung eines Stückes entstanden sein müsse, indem die vermeintlich künstliche Bruchfläche wirklich mit wahrer, obyleich nicht vollkommen ausgebildeter Rinde bedeckt erscheint.⁴⁴

So unregelmäßig die Form dieses Steines nun auch ist, so ist doch in seiner Begrenzung durch wahre flächen, und in deren Verbindung, Ausbehnung und Richtung, der Grund-Typus zur verschoben vierseitigen Pyramide, und damit die Ühnlichkeit mit den meisten der beschriebenen Steine deutlich genug noch ausgesprochen, und man müsste diesen Stein, trotz dessen starker Abplattung und anscheinender Zurundung, nach zwei End und vier Seistenslächen beschreiben, zöge man auch nur die verschiedene Beschaffenheit seiner Oberfläche und die Modisikationen der Rinde in Betrachtung.

Die eine, bedeutend größere Endfläche, stellt ein ver-

⁴⁴ Dieser Stein war es auch, an dem ich sene, für die in seder Beziehung so schwierige Erklärung der Bildung der Kinde an den Meteor-Steinen, gewiss sehr wichtige Beobachtung, nämlich über das Vorkommen derselben in verschiedenen Graden von Unvollkommenheit, oft selbst an ein und demselben Steine, zuerst machte, und zu machen nicht wohl versehlen konnte, da sie an diesem Steine saussetzenden und in die Augen springend ist, und welche so wie die ebenso vorkommenden Zauptverschiedenheiten und Modisstationen derselben, wie mir deucht wohl unbestreitbar, eine stusenweise und allmähliche — ich will gerade nicht behaupten, langsame, aber doch wiederholte, sortgesetzte, und während der ganzen Periode des Falles der einzelnen Steine sortdauernde — Bildung der Kinde voraussetzen. Es war mir dann ein Leichtes, dieses, gar nicht ungewöhnliche Vorkommen der Kinde, in an sich schwerer erkenndaren Graden, nicht nur an den meisten Meteor-Steinen von Stannern, sondern auch an senen von andern Ereignissen, deren Kinde, ihrer Ratur nach, weit weniger geeignet ist, diesen Justand erkennen zu lassen — daher er auch dis dahin (1808), und wie es scheint, noch dis setzt von niemand beobachtet wurde — auszussinden und nachzuweisen.

Ecken abgestumpft, und mehr oder weniger zugerundet, und dessen ziemlich gerade laufende Ränder, die mit den mehr oder weniger schief aufsteigenden Seitenflächen ziemlich scharfe Kanten bilden, ausgeschweift sind. Sie ist in der Mitte etwas gewöldt, sonst ziemlich slach, und durch sehr viele kleine, aber ziemlich tiefe, grubenartige Eindrücke auf eben die Urt und ebenso sehr uneben, wie die Seitenflächen des zuvor beschriebenen Steines.

Drey aneinandergrenzende Seitenflächen sind sehr niedrig. Die eine steigt beinahe senkrecht die andere, unter einem ziemlich spitzen Winkel in eine deutliche, ziemlich scharfe Kante mit ihr zusammenstoßende, etwas schief die dritte, unter einem sehr stumpfen Winkel, mit ersterer eine sehr undeutliche, ganz abgerundete Kante bildende, noch mehr schief von der Grundsläche in die Zöhe. Alle haben nur wenige, seichte, aber große und breit verlausende Eindrücke von gewöhnlicher Art.

Die vierte Seitenfläche ist, zumal in ihrem Mittel, wo sich der obere Kand in eine stumpse Spitze verliert — von der eine ziemlich erhabene scharfe Kante bis zum Kande der Zasis läuft, und diese fläche der Länge nach in zwei Zälften teilt, auch gewisser Maßen eine fünfte unvollkommene Ecke an der Grundsläche bildet — besträchtlich höher als sene, und erhebt sich zwischen den beis den schiefern Seitenflächen, mit welchen sie in etwas und beutliche Kanten zusammen stößt, beinahe senkrecht von

der Grundfläche Sie ist sehr uneben, ihre Unebenheiten rühren aber nicht von gewöhnlichen Lindrücken her, sondern stellen natürliche Unebenheiten einer Bruchfläche der Steinmasse selbst vor.

Die obere Endfläche endlich steigt von zwei Seitenflächen — der einen etwas schiefen und der senkrechten, niederen — mit welchen sie unter einem sehr stumpfen Winkel in etwas undeutliche Kanten zusammen stoßt. eine Strecke lang schief aufwärts, als wenn sie eine gewölbte fläche bilden wollte, wird aber bald durch eine neue fläche unterbrochen, die wie von einer zufällinen, späteren und newaltsamen Abschlanung der Endspitze entstanden zu sein scheint. Diese Fläche hat einen rundlichen Umriff, der aber doch einiger Maßen den Seitenflächen und Kanten entspricht, erhebt sich schief gegen den Rand und die Spitze der einen senkrechten höheren, und stößt mit der vierten schiefen Seitenfläche mit einem ziemlich scharfen kantenartigen Rand zusammen. Sie sieht ebenso rau und uneben auf, wie die eine hohe Seitenfläche, und folglich wie eine gewöhnliche Bruchfläche der Steinmasse, indes ihre Zasis gegen die zwei ersteren Seitenflächen bin, hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Lindrücke, ganz diesen gleicht. So verschieden solcher Gestalt die Oberfläche dieses Steines nach den verschiedes nen flächen desselben erscheint so verschieden und offenbar in Ubereinstimmung mit jenen Verschiedenheiten zeigt sich auf eine höchst merkwürdige Weise die Zeschaffenheit der Ainde an demselben.

Auf der größeren End oder Grundfläche desselben ist sie nämlich genau und in allen Beziehungen, so wie an den Seitenflächen des vorhin beschriebenen Steines, von der dichten, festen, rauen, netzartig-aderigen Art (A. b. 2), mit sehr erhabenen Udern, häusigen, scharfen Mähten und sehr rauen Zwischenräumen nur zieht sich hier die Karbe mehr inf Pechschwarze, und der seidenartige Glanz nähert sich mehr dem settigen auch scheint die Rinde hier dünner zu sein, indem an einigen Stellen, zumal gegen die eine raue Seitenfläche bin, die untere braune Schichte, und auf der nanzen Oberfläche der, wie es scheint, schwerer in Rinde umwandelbare, weiße Gemengteil der Steinmasse (wie an dem Tab. 5 Kin. 4 vornestellten Steine) in Gestalt einzelner und zusammen gehäufter, weißer, gelblicher und bräunlicher Körner, die kaum die Größe der Zanfoder Zirsekörner haben, durchscheint.

An den drei, aneinandergrenzenden, auch sonst gleichertigen Seitenflächen dagegen ist sie von der gewöhnlichsten einfacheaderigen Art (A. a. 2), von dunkelschwarzer Farbe und von dem gewöhnlichen settigen Glanze. Doch zeigt sich auch hier eine kleine Modisikation, indem an einer derselben, und zwar an der am schiefsten aussteisgenden (auch unebeneren) die Rinde glatter, glänzender, anscheinend dünner, und mit einer Anlage zur blätterigen Zeichnung sich zeigt und was besonders merkwürdig ist, aus ihr, vom Rande der Grundsläche her, die Rinde

übergeflossen erscheint und einen Saum bildet, indes sie an den beiden andern flächen von sener fläche her gleiche förmig über die Ränder oder Kanten fortläuft. Un der oberen, mit der neuen Bruchfläche gebildeten Endkante steht die Rinde dieser fläche angehäuft, gleichsam als ein aufrechtstehender, ziemlich scharfer Rand an.

Un der vierten höheren Seitenfläche erscheint die Rinde sehr ungleichförmig, da sie sehr oft in der Bildung unterbrochen worden zu sein scheint hin und wieder ist sie deutlich aderig und rau hie und da aber, zumal an der einen Zälfte, wo auch an der Endkante von der Grundfläche her ein Saum gebildet wird, zeigt sich eine Anlage zur blattförmig gezeichneten. Sie ist übrigens sehr dicht, schwarz und settigeglänzend, und an den erhabensten Stele len und Punkten, so auch an der Teilungskante, dick und kompakt. Un den tiefen Stellen ist sie dünner, und fehlt an manchen Plätzen sogar ganz, wo die Grundmasse mit bräunlicher Karbe zum Vorschein kommt. In dieser zeint sich der weiße Gemennteil der Steinmasse in Gestalt von weißen Körnern, und es werden auf ihr nur einzelne oder zusammen gruppierte, und mehr oder weniger ineinander geflossene schwarze Tröpschen Rinden-Substanz dem freien Auge sichtbar. (Niedrinster Grad der unvollkommenen Rinde. D. I.)

Un der oberen Endfläche endlich, das ist, insoweit eine solche, außer der neuen Bruchfläche, vorhanden ist, und von den beiden Seitenflächen gebildet wird, ist die Ainde

yanz genau von derselben Beschaffenheit in seder Beziehung wie an diesen letzteren, und zieht sich auch von denselben geradezu, ohne alle Unterbrechung der Adern, auf diese Fläche herüber nur dass sie hier hin und wieder etwas abgerieben ist.

Ganz anders zeint sich nun die Rinde an jener später entstandenen Bruchfläche, die im Ganzen ein raues, mattes, erdyraubräunliches Unsehen hat. Zier ist in dem bräunlichen Grunde der weiße Gemengteil nicht nur noch der Farbe nach erkennbar, und nur selten gelblich oder bräunlich, sondern selbst hie und da noch nanz erdin und fast Preideweiß, und die Rinden-Substanz zeigt sich nur, vorzüglich auf dem Rücken der scharfen, gleichsam kantigen Erhabenheiten, wie ausgeschwitzte Tropfen, die ents weder einzeln dastehen, oder zu Verlenschnüren, Udern oder kleinen flecken und Streifen zusammenneflossen sind. Gegen die Ränder hin ist die Rinden-Substanz häufiger, an den Kändern selbst aber ist sie von den angrenzenden flächen her angehäuft, und bildet einen deutlichen Abschnitt, so dass gegen die beiden aderigen Seitenflächen hin, wo die konver sich erhebende Endsläche in diese Bruchfläche sich allmählich verliert, durch die Rinde selbst erst ein scheinbarer Rand gebildet wird. (Mittlerer Grad ber unvollkommenen Ainde. D. 2.).45

⁴⁵ Ef zeigt dieser Stein demnach eine fünffache Verschiedenheit der Ainde an seinen verschiedenen flächen, wovon drei, nämlich die an den drei niederen Seitenflächen und der Basis der oberen Endstlache dann die der vierten hohen Seitenflache und der neuen Bruchstläche endlich die der Grundstläche — wenn sie nicht etwa Modisitation dieser letzteren ist — Zauptverschiedenheiten zu betrachten kommen, von welchen der Grund hauptsächlich in der ungleichzeitigen Entstehung

Un der Grundfläche sowohl als an allen Seitenflächen, ist hie und da etwas, obyleich nur äußerst wenig, Erde noch anklebend.

Die Abbildung stellt diesen lehrreichen Stein auf seiner Grundsläche liegend und so vor, dass nebst den drei niederen Seitenflächen die obere Endsläche mit der unvollkommen überrindeten Bruchsläche ganz zur Ansicht kommt. 46

6.4 Vierte Sigur.

Ein mittelgroßer Stein von der Begebenheit bei Stannern, I Pfund I Loth wiegend, welcher am Tage des Ereignisses selbst, und zwar ebenfalls ganz nahe bei Stannern, auch zwischen den Dörfern Sorez und Falkenau, demnach ebenfalls im Mittelpunkte des befallenen flächenraumes (und zwar kaum mehr als 100° südlich vom vorhin beschriebenen entsernt) aufgefunden, und dem Pater Caplan in Stannern überbracht wurde, der ihn am 29. Mai der Kommission überreichte. (Situations Plan Vr. 40.)

Auch dieser Stein ist vollkommen ganz, und so wie er zur Erde gekommen, erhalten worden, obgleich dersels

ber flächen, und folglich der ungleichen Dauer des Aindebildungs Prozesses zu suchen sein dürfte: — zwei aber, nämlich die an der einen schiefern Seitenflache von jener der beiden andern, und die an der vierten hohen Seitenflache von jener der neuen Bruchfläche, wohl nur Modisikationen vorstellen, die von der Aichtung des Steines im Falle, und von der dadurch abgeänderten Linwirkung des Luftstromes, herrühren möchten.

⁴⁶In Gilberts Unnalen 28. 31, Taf. 3, Sig. 2, ist bereits auch von diesem Steine eine Darstellung versucht worden, die aber durch die Kolorierung sehr verunstaltet worden ist.

be noch ungleich mehr alf der vorhin beschriebene, auch selbst bei näherer, sa wohl ganz naher Betrachtung, das Unsehen eines großen Bruchstückes, oder der Zälfte eines entzwei geschlagenen Steines hat, wosür er auch lange Zeit von mir und sedermann gehalten wurde, indem eine ganze Seite desselben eine beinahe ganz frische, nur etwas dunkler gesärbte, gleichsam beschmutzte, Bruchsläche zeigt.⁴⁷

Seine Gestalt ist unregelmäßig und schwer zu beschreiben doch bilden alle bestimmbaren flächen, und selbst die scheinbar frische Bruchfläche, ein verschobenes Viereck, und am ganzen Steine lassen sich noch acht Ecken, acht Endund vier Seitenkanten am vollkommensten nachweisen, so dass sich die Grund oder ursprüngliche Absonderungsgestaltung leicht denken, und die Ühnlichkeit in der Total form mit den meisten der zuvor beschriebenen Steine wieder nicht verkennen lässt.

Die Oberfläche aller vollkommen überrindeten Slächen — wovon wieder zwei der an einander grenzenden Seitenflächen etwas gewöldt, die zwei andern etwas vertiest sind, die als Grundsläche zu betrachtende aber, welche der neueren Bruchsläche gegen über gestellt ist, flach und ziemlich eben erscheint — hat wenige, aber große und breit verlausende Lindrücke gewöhnlicher Urt ein paar tiesere, schärfer begrenzte, sind nicht sowohl bloßen Lind

⁴⁷Schwerlich würde ich selbst diese Fläche für das, was sie wirklich ist, so dald erkannt haben, wenn nicht der zuvor beschriebene Stein, und ähnliche, mancherlei Abstusungen der unvollkommenen Kinde aufst klarste aufsprechende Stellen an vielen andern, mich aufmerksam gemacht hätten.

brücken, als vielmehr einem Verluste der Masse durch — mit der Individualisierung des Steines und der Bildung der Kinde im Ganzen — gleichzeitige Lostrennung einzelner kleiner Stücke zuzuschreiben.

Die Ainde ist fast durchauf dieselbe, wenigstens von einer und derselben Zauptbeschaffenheit an allen diesen Flächen, und ganz und in seder Beziehung von der gewöhnlichsten, einfach und verworren aderigen Art, wie z. B. an den Seitenflächen des vorhin beschriebenen Steines. Sie zeigt weder Säume noch Nähte, bildet aber hie und da ziemlich lange, scharfe und erhabene Abern, die eine ziemliche Strecke über eine Kante oder den Rücken von Erhabenheiten laufen, doch keine bestimmte Richtung haben.

Un einer ziemlich großen, stark hervorragenden, sehr unebenen Stelle, eigentlich an der ganzen einen gewöldten Seitenfläche, zeigt sich — als Modisikation — eine Unlage zur blattförmig gezeichneten Ainde auch scheint da die matte untere Schichte bräunlich durch, und in ihrer Nähe zeigen sich an den Kanten der angrenzenden Flächen Unhäufungen von Ainde, von diesen letzteren her, die sich Säumen nähern. Übrigens ist die Ainde von der gewöhnlichen dunkelschwarzen Farbe, und dem gemeinen, ziemlich starken, etwas settigen Glanze.

Das Merkwürdinste an diesem Steine ist nun sene dem unbewassneten Auge ganz rindenlos erscheinende neuere Bruchfläche, welche die größte und gewisser Maßen regelmäßigste am Steine ist.

Es bildet dieselbe, obuleich sie sich auch über einen Teil einer angrenzenden fläche ausdehnt, ein ziemlich gleich seitiges, nur etwas verschobenes Viereck, welches von drei Seiten her durch die anstehende Ainde der angrenzenden flächen, auf der vierten aber durch die scharfe Bruchkante der Steinmasse, ausgeschweift zwar nach den vorkommenden Unebenheiten der flächen, aber scharf begrenzt wird. Ihre ziemlich spitzen Ecken entsprechenden Seitenkanten, und die scharfen Känder den Seitenflächen des Steines, und sie hat ganz das Ansehen, als wäre ein noch Mahl so proßer Stein zerspalten worden, und habe durch einen besonders glücklichen, ziemlich ebenen und geraden Bruch diese Bruchfläche gegeben. Sie ist sehr uneben, aber nicht von der Urt, wie die überrindeten flächen zu sein pflegen (durch meist rundlichte, allmählich sich erhebende, und sanft in die Erhabenheiten breit verlaufende, sondern durch sehr ungleichförmige und winklige, von senkrechten, oder nur wenig schiefen und ziemlich scharfkantigen Erhabenheiten begrenzte Vertiefungen), vielmehr sieht sie gerade so auf wie eine frische künstliche Bruchfläche der Steinmasse, hat aber weder das frische Unsehen, noch ganz die Farbe einer solchen, sondern ist schmutzig oder bräunlichenrau, hie und da mit bläulichweiß und aschnrau gemischt. Die Masse scheint dichter, fester und weniger rau zu sein, und wenn man sie mit der einfachen Lupe betrachtet, so sieht man hier und da, zumal an den erhabenen Stellen, an den Kanten der scharfen Erhabenheiten, und der durch Risse getrennten Partien, die angefangene Erzeugung der schwarzen Ainden-Substanz in Gestalt kleiner Tropfen, Perlenschnüre oder Linfassungen. Un den Kändern stößt die Kinde der vollkommen inkrustierten Seitenflächen dicht an, so dass, wie gesagt, durch dieselbe eigentlich der wahre Rand dieser fläche selbst erst nebildet wird und obyleich diese Rinde hier scharf abneschnitten und nicht viel dicker ist, als an einer künstlichen Bruchfläche, so zeigt sie doch keine Spuren eines Bruches denn sie ist da eben so dicht und glänzend, wie an der Oberfläche, und lässt die zweite untere, poröse, matte Schichte nicht erkennen. (Zaupt-Kriterium eines solchen, vor dem wirklichen Miederfalle und noch in der Luft entstandenen, natürlichen Bruches von einem künstlichen.) Offenbar ist sie an einigen Stellen, zumal gegen jene Seitenfläche hin, wo die Ainde sehr kompakt, schwarz und aderig ist, von daher wie übergeflossen oder übergedrückt, wenigstens weiter fortschreitend, so dass sie einen beträchtlichen Saum oder eine Linfassung auf dieser fläche, über die Kante her, bildet. Un einer scharfen Ecke erstreckt sich diese Einfassung bis auf $1\frac{1}{2}$ Linie weit auf diese fläche hinein die Steinmasse ist in der angrenzenden Gegend auch dunkler, und zeigt häusigere Tropsen.

Line, dieser ganz ähnliche, aber ungleich kleinere Fläche, sindet sich an demselben Steine gegen den unteren Rand der einen Seitenfläche (die von jener fläche unter einem Winkel von beiläufig 100° abweicht), mitten in der Rinde, gerade alf wenn hier ein Joll großef (aber allem Unsehen nach nur sehr dünnes) Stück der Steinmasse, das etwa ursprünglich eine hervor stehende Ecke oder eine Erhabenheit gebildet haben mochte — nachdem die Zauptfläche und überhaupt der ganze Stein bereits überrindet war — und zwar ganz gleichzeitig mit senem Stücke, das obige neuere Bruchfläche bildete, mit Gewalt abgesprengt worden wäre, und als wenn, hier wie dort, das Rinden bildende Ugens (der Rindenbildungs Prozess) nicht mehr Intensität oder Zeit genug gehabt hätte, die erzeugte Bruchfläche vollkommen zu inkrustieren (was wohl unwiderleglich, wirklich und wörtlich der Kall gewesen sein muss).

Diese beiden flächen zeigen die unvollkommene Ainde in ihrem höchsten Grade (D. 3), und zwar von bedeutender Ausbehnung, wie ich sie, aber meistens nur auf sehr kleinen Stellen vorkommend, auf den meisten der beschriebenen Steine nachnewiesen habe.⁴⁸

Von eingedrückter Erde zeigt sich etwas an der, der neuern Bruchfläche entgegen gesetzten, als Grundsläche betrachteten, und an der größeren, gewölbten Seiten-

⁴⁸ Dieser kostbare Stein zeigt demnach eine zweisache Zauptverschiedenheit der Ainde, und zwar gerade die extremsten Punkte von ihrer Ausbildung besammen, die wohl die entserntesten Zeit-Momente der Aindebildungs Periode, und die heterogensten Wirkungsgrade des Aindebildungs Prozesses zu bezeichnen schienen — und eine, auch wohl zwei Modistikationen erstere nämlich an der einen gewöllbern Seitensläche, als Modistikation der dunkleren, raueren, an den übrigen vollkommen überrindeten Slächen vorkommenden Ainde und letztere etwa an einer der, an sene große Bruchsläche angrenzenden, obiger gerade entgegen gestellten Seitenslächen, worüber sich zum Teil sener Bruch sortsetzte, die Masse aber schon weit dunkler, und die Ainde bereits in Slecken und Streisen (D. I) sich zeigt.

fläche.

Die Abbildung zeigt diesen belehrenden Stein, auf einer Seitenfläche aufgestellt, von sener merkwürdigen, großen, neueren Bruchfläche, und zwar so, dass das Licht von sener Seite einfällt, wo sich die scharfe Kante und Ecke mit dem übergeschlagenen Kindensaume besindet. 49

6.5 Fünfte Sigur.

Ein $3\frac{1}{2}$ Loth wiegendes Bruchstück eines großen, ursprünglich 4 Pfund schwer gewesenen Steines von Stansnern, welcher am Tage der Begebenheit selbst, von dem Obersäger von Iglau, gegen den Ort Teschen zu, am westlichen Teile des befallenen flächenraumes von dessen Mittelpunkte, und zwar am entserntesten Punkte das selbst (etwa 1300° westlich von der Kirche von Stansnern, und bei 3400° südswestlich vom äußersten Punkte in N., und bei 4500° nordswestlich vom äußersten Punkte in S., wo die entserntesten Steine gesallen waren) gesunden, aber zerschlagen, und wovon nur die größere Zälste, von 2 Pfund 12 Loth am Gewichte, am 29. Mai an die Untersuchungs-Kommission abgegeben wurde. (Situations-Plan Nr. 63.)

Es zeigte diese größere Zälfte des Steines, außer den frischen Bruchflächen, größten Teils eine sehr raue, grob-

⁴⁹ Auch von diesem Steine, und von derselben Ansicht genommen, sindet sich in Gilberts Annalen 28d. 31, Tas. 3, Sig. 1, eine frühere Abbildung, die aber durch die Kolorierung gar sehr an Deutlichkeit verloren hat.

runzlicht-aderige Ainde von dunkelschwarzer Farbe, und dem gewöhnlichen settigen Glanze, die aber sehr häusig und bedeutend sleck- und stellenweise abgerieben oder abgesprungen, das ist, von der obersten schwarzen, glänzenden Schichte entblößt, und hier braun, matt und zart porös war (A. a. I. Gilberts Annalen Bd. 31, S. 56 im ausgezeichnetsten Grade). Da dieses Stück übrigens nichts Außeichnendes hatte, so ward dasselbe zum Behuse der beabsichtigten Versuche, und um mehrere Mitteilungen machen zu können, in viele Bruchstücke zerschlagen, wovon nun dieses eines ist, welches für die Sammlung zurückbehalten wurde.

Es zeigt dasselbe, von der einen konveren Außenseite, die oben beschriebene Ainde im vollkommensten Grade, von der andern aber eine frische Bruchfläche von der geswöhnlichen Beschaffenheit der Masse dieser Steine nur mit dem Besondern, dass auf derselben, zwar nur gegen den Aand des Bruches, und solglich gegen die äußere Ainde hin, aber doch hie und da beinahe einen halben Zoll tief von der Oberfläche einwärts, und zwar an Stellen, wo an dieser vor dem Zerbrechen des Steines gar keine Aisse oder Sprünge der Masse zu beobachten waren, ziemlich große Slecke von Ainden-Substanz mitten in oder dermal vielmehr auf der ganz unveränderten Steinmasse zur Ansicht kommen.

Diese flecke liegen zum Teil dicht an der Oberfläche, und hängen mit der äußern Ainde wirklich zusammen, als wenn diese hineingeslossen wäre einige liegen aber weiter ab, ganz isoliert, und sind von durchaus unveränderter Steinmasse, selbst von eingestreuten, metallisch glänzenden Kies-Bröckeln und Punkten umgeben. Linige derselden sind glänzend schwarz, wie die äußere Rinde, viele matt schwarz, wie die untere Schichte derselben zu sein pflegt, die meisten aber sind mehr oder weniger von der Steinmasse bedeckt, die beim Zerschlagen des Steines dars an festblieb.

Die Größe und Gestalt dieser Flecke ist sehr verschieden, ihr Umriss ist aber nie rundlich, sondern vielmehr winkelig und vieleckig ihr Rand scharf begrenzt und wie gebrochen, und ihre Dicke beträgt nicht mehr als die der Außenrinde. Eingeknetet in die Masse sind diese Flecke keineswegs, denn sie erscheinen nur als dünne Lagen, und verursachen, dort wo sie sich sinden, eine gleichsam schalige oder schiefrige Absonderung der Steinmasse. 50

⁵⁰Obuleich ich mich zur Zeit außer Stande fühle, von der Bildung der Ainde an den Meteor-Steinen überhaupt, und insbesondere von der Entstehung derselben im Innern der Steinmasse, sowohl in Gestalt solder fleden (in welcher sie jedoch am seltensten, und wohl nie weit von der Oberfläche entfernt vorkommen, und füglich noch der Linwirkung des Kinde bildenden Ugenf von Außen her zuzuschreiben sein durfte), als in Gestalt eingestreuter Punkte (in welcher sie inzwischen nur bei sehr lockeren Meteor Steinen, 3. 3. bei senen von Chaffinny (Langref) beutlich, weniger bei den Steinen von Stannern, und bei beiden felbst höchst problematisch (ob nicht Chrom-Lisen oder Lifen Oryd?), bei Meteor Steinen von festem Kohäsions Zustande und dichtem Gefüge meinen Untersuchungen nach, selbst nicht alf Spur erscheint), als vollends in Sorm von Udern, Gängen, Schichten und Lagen (deren Substang man für einerlei mit jener der Ainde zu halten geneigt scheint, und von welcher bei Erklärung der nächsten Tafel die Rede sein wird), eine befriedigende Erklärung zu geben so muss ich doch freimütig gestehen, dass ich der Unsicht meines Freundes Chladni, von der Bildung der Ainde überhaupt, und dieser im Innern (insofern ihr Vorkommen barin wirklich Statt findet) insbesondere, durchaus nicht beistimmen kann. Die Gegenwart des Schwefelf (beffen Unwesenheit in der Steinmaffe, wenigstenf in gebundenem Justande, übrigenf nicht in Abrede gestellt werden kann), den gr. Chladni alf daf Zaupt-Material betrachtet, auf welchem die Rinde gebildet wurde, gibt sich in derselben auf keine Weise zu erkennen weder durch die chemische Analyse, noch durch eine leichte Schmelzbarkeit (die im Genenteile sehr schwer ist, da sie wenigstens 6 bis 9° Wedgwd. Zitze fordert, und die wohl, wenn man den Aindebildungs Prozess

durch Litze geschehen lassen wollte, sehr gegen die, obgleich nur durch ein paar Sälle, in Unregung gebrachte Abfärbung der Steine, streiten möchte), weder durch den Geruch bei Erhitzung, noch durch den geringsten Grad von Wirkung auf das Elektrometer, wenn gerieben oder erwärmt so wie andererseits die Manninfaltinkeit der Kinde bei verschiedenen Meteor-Steinen, und die offenbare Abhängigkeit derselben von den Gemeng- und Bestandteilen der Steinmasse, gegen ein soldses allgemeines Zaupt-Material streitet. Die Gleichförmigkeit der Ainde, zumal hinsichtlich der Dide, auf sonst gleichartigen, wenn gleich sich noch so sehr entgegen gesetzten Slächen, an ein und Semselben Steine, und die Übereinstimmung hierin bei allen Meteor-Steinen im Augemeinen die unwiderleglich von der Zeschaffenheit der Oberfläche abhängigen Zauptverschiedenheiten derselben an ein und demfelben Steine die offenbare, allmähliche und stufenweise Aufbildung derselben und der unverkennbare Ubergang ihrer Massenteilchen in sene der Steinmasse, und umgekehrt, wo beide fich im Kontakte befinden (wie fich auf der mikrofkopischen Betrachtung ergibt) u. s. w., laffen sich wohl schlechterding nicht durch eine Übergießung oder Bespritzung von Außen ber erklären. Enblich lasst sich das, nach meinen Beobachtungen nur höchst selten (meiner Überzeugung nach bisber nur an diesem einzigen beschriebenen Bruchstücke) und nie tief im Innern eines Steines sich zeigende wirkliche Vorkommen von Kinde in Gestalt von Fleden, deren Form, Beschaffenheit und Zusammenhang mit der Steinmasse (nach obigem), so wie die Urt des mehr als problematischen Vorkommens derselben in Abern, Gängen und Lagen (wovon seines Ortes) wohl nicht mit der Bee einer Einknetung und Zusammenklebung vereinigen, als welche einerseits einen ziemlich tumultuarischen (Gährungs) Prozess bei jedem einzelnen Steine nach dessen Individualisierung, Bildung und bereits schon ein Mahl vollendeter Inkrustierung, andererseits ein häusiges Zusammentreffen, Zusammenpassen und Wiedervereinen der bereits mit Gewalt losgetrennten und weit weg und aus einander geschleuderten Steine und Bruchstücke voraussetzen, mit welchen die Regelmäßigkeit und Übereinstimmung so vieler Steine in der Form (der Grund-Typus), die Beschaffenheit der Flächen und Kanten (welche beide Umstande schlechterdings leinen folden Grad von Weichheit nach einmal geschehener Inkrustierung denken lassen), der entfernte Niederfall der einzelnen Steine voneinander (der meistenf einen Zwischenraum von 2 bis 300, oft 1000 und mehr Klafter beträtt) u. s. w., im offenbarsten Widerspruch zu stehen scheinen.

Æher könne ich der Meinung meinef Freundef, def Frn. Prof. v. Scherer (welcher früher gleichzeitig und zum Teil gemeinschaftlich mit mir über diesen Gegenstand arbeitete, und seine Bemerkungen über die Beschaffenheit und wahrscheinliche Entstehung der Ainde an den Steinen von Stannern, in einem gleichzeitigen Auffätze in Gilbertf Annalen 38. 31 bekannt machte), beipflichten, nach welcher die Ainde in einem Mu, und gleichsam mit Blitzefschnelle, und zwar im Momente der Vereinzelung, Individualisierung der Steine, über alle zugleich, und über deren ganzen Umfang auf ein Mahl, nur mit verschiedener Intensität der wirkenden Potenz, demnach mit einigen Modifikationen, gebildet wurde, und jene Potenz in der Elektrizität zu suchen sein mochte wenn sich darnach einige Eigenheiten derselben, 3. 3. die vielen und auffallenden Zauptverschiedenheiten und häufigen stufenweisen Modifikationen und Übergänge der Kinde (deren, wie nezeint worden ist, immer an einem und demselben, oft sehr kleinen Steine, mehrere, 2 bis 5, deutlich unterschieden, aber nicht wohl begreiflich von einer so vielfachen Verschiedenheit der Intensität, der sie auf ein Mahl erzeugenden Potenz, abgeleitet werden können), befriedigend erklären ließen wenn ihr nicht ferner einige Erscheinungen bei dem Ereignisse selbst, 3. 3. das bei diesem, so wie überhaupt bei allen ähnlichen Ereignissen, wo viele Steine fielen, gang einstimmig gleichartig beobachtete, fortgesetzte, einem kleinen Gewehr oder Pelotonfeuer ähnliche Getose nach den Saupt Detonationen (welchef wohl nur von einem wiederholten, fulzeffiven Jerplatzen und Zerspringen der einzelnen Steine während ihref Kalles hergeleitet werden kann) das so auf nehmend schiefe und sanfte Auffallen mancher einzelner, ziemlich großer Steine, so dass sie Laum merklich die Erde streiften und eine Strecke fortrollten (welchef eine horizontale Wursbewegung vorauffetzt, die sich mit der Köhe, auf welcher die Kauptzerplatzung vorging, der gegenwirkenden Schwerkraft wegen, schlechterbings nicht verträgt, daber eine spätere Zerplatzung eines einzelnen Steines im Salle, auf minderer Sobe, und die Loffprengung eines Stückes davon in solcher Aichtung vorausgesetzt werden muss) u. s. s. — in Wege stunden und wenn es endlich nicht ganz an

allen Wahrnehmungen fehlte (worauf insbesondere und mit Vorbedacht bei der Untersuchung der Begebenheit zu Stannern alle Aucksicht genommen wurde), die das Spiel oder den Linfluss der Elektrizität bei diesen Lreignissen nur einiger Massen bewahren konnten. Dagegen bin ich mit diesen beiden scharfsinnigen Physikern vollkommen einverstanden, wenn sie behaupten, die Ainde der Meteor-Steine sei das Produkt eines Prozesses, das mit keinem Produkte der uns bekannten natürlichen und künstlichen Schmelz-Prozesse (wenn sener Ainde bildende sa in die Reihe solcher zu stellen sein sollte) einige Ühnlichkeit habe, weshalb wir uns auch zur Zeit keinen richtigen Begriff von ihrer Bildung machen können.

7 Siebente Tafel.

Die Abbildungen auf dieser Tafel haben die Darstellung und Versinnlichung der inneren Beschaffenheit der Steinmasse einiger, der in dieser Beziehung ausgezeichnetsten Meteor-Steine, des Angregats-Zustandes derselben und ihrer wesentlichsten Gemengteile zum Zwecke, und in Zinsicht dieser letzteren insbesondere, die Darstellung des allgemeinsten, auffallendsten und sehr wesentlichen, nämlich des mehr oder weniger kugelichten, porphyrartig in der übrigen Steinmasse erscheinenden, erdigen Gemengteiles, und zwar in den verschiedenen Graden seiner Ausbildung, die von einer kaum erkennbaren Ausscheidung bis zu dessen ausgesprochenstem Zustande — als olivinartige Substanz im sibirischen Lisen — Ubernänne nachweisen lassen, und deren sich oft mehrere, nicht nur in verschiedes nen Steinen einef und desselben Miederfalles, sondern selbst in einem und demselben Bruchstücke, beisammen finden. 51

* * * * *

Alle bisher bekannten, eigentlichen Meteor-Steine, sind gemengte Massen, und alle authoptisch mir davon

⁵¹Um eine beutliche Ansicht von dem so sehr verschiedenen Aggregats Justande der Steinmasse sowohl, als insbesondere von dem so sehr adweichenden, wechselseitigen, quantitativen Verhältnisse der Gemengteile, und von deren mannigsaltigen Beschaffenheit und Zustand zu gewinnen, ist es durchauf notwendig, an sedem Meteor-Steine oder an einem Bruchstücke von demselben, eine Bruchsläche schleisen und polieren zu lassen doch muss dieses mit der Vorsicht geschehen, dass bei der Behandlung so wenig Seuchtigkeit und so wenig Schmirgel, oder sonstiges Schleise oder Polier-Vulver, als nur immer möglich, angewendet, letzteres auss vollkommenste sogleich weggewasschen, und das Stück dann schnell und gut getrocknet werde, um das eigentümliche Ansehen nicht durch eine fremdartige Substanz, oder durch beförderte Orydation des enthaltenen Eisens, mehr oder minder verunstaltet zu erhalten.

bekannten 34,52 nach Zeit und Ort des Niederfallens verschiedene, nur mit Ausnahme sener von Alais, Errleben, Chassigny (Langres), und zum Teil sener von Chantonnay, welche ein ganz eigentümliches Ansesehen, selbst im Ganzen⁵³ haben, und beziehungsweise auch der von Stannern, lassen viererlei Gemengteile, selbst dem freien Auge, und gewöhnlich sehr deutlich ausgesprochen, erkennen.

Zwei dieser Gemenyteile sind erdiger, zwei davon mestallischer Natur.

Der eine erdige Gemengteil hat ein mehr oder wenisger mattes, mageres, und, nach der verschiedenen Feinheit und Gleichförmigkeit des Korns — das vom groben biszum äußerst seinen, dem unbewassenen Auge kaum untersscheidbaren, abweicht — und nach dem mehr oder minder dichten und sesten Kohäsions-Justande — der vom leicht

⁵² Tamentlich Bruchstücke von Steinen von den Vorfällen bei Ensisheim, Verona, Tabor, Laponaf (Bresse), Lucé, Mauerkirchen, Sigena, Kichstädt, Charkow, Barbotan, Siena, Nork, Salés, Benares, L'Aigle, Apt, Eggenseld, Glassow, Doroninsk, Alais, Timochin, Weston, Parma, Stannern, Lissa, Tipperary, Charsonville, Berlanguillas, Toulouse, Errleben, Chantonnay, Limerick, Agen und Chassingny (Langres), als von welchen auch ähnliche Belege sich notorisch im Besitze öffentlicher Sammlungen oder bekannter Privat-Kigentümer besinden. Es sollten und werden wohl auch von noch mehreren Vorfällen neuerer Zeit, vielleicht von 20 bis 30 außer obigen, derlei Belege vorhanden sein und sich in den Sänden von Privat-Besitzern besinden, die aber leider nicht verlässlich bekannt sind.

⁵³ Lin Unselsen, wodurch sie sich nicht nur unter sich, sondern auch von allen übrigen bisher bekannten Meteor-Steinen so sehr unterscheiden, dass man sie wohl nicht leicht für solche erkennen möchte, wenn nicht einerseits sehr saktisch erwiesene Zerkunft und die Zaupt-Resultate der chemischen Unalzse, und andererseits selbst einige, wenn gleich nur einseitige, und oft nur in Übergängen nachweisbare, oryktognostische Verwandtschaft hinsichtlich einzelner Gemengteile, oder irgend einer Zustandsperänderung der Masse wienen, undezweiselbaren Meteor-Steinen, für sie das Wort sprechen und gewisser Massen Bürgschaft leisten möchten. (So z. B. das stellenweise Silzig-Saserige der Grundmasse der Steine von Eygenseld, Mauerkirchen, Benares, Parma, Siena, und das zum Teil Unausgesprochene und Undeutliche des kugelichten Gemengteiles bei so vielen Meteor-Steinen, sür sene von Stannern — die individuelle Beschaffenheit dieses letzteren Gemengteiles bei vielen andern Meteor-Steinen, und die Ühnlichkeit darin mit der Zauptmasse senen von Chassigny, sür diese — die Ühnlichkeit der Substanz der in vielen Meteor-Steinen vorkommenden Abern und Gänge, sür die von Chantonnay, und zum Teil von Alais — endlich die bei manchen Meteor-Steinen bie und da erscheinenden spatartigen, schillernden Stellen, sür senen von Erzleben.)

zerreiblichen bis zum schwer zersprengbaren und Junkengeben geht — und insosern derselbe nicht — was sedoch
selten und nur stellenweise der Fall ist — eine besondere,
faserige, spätige oder blätterige Textur zeigt, ein mehr
oder minder raues, sandsteinartiges Unsehen, und eine lichter oder dunkler aschgraue, selten ins Weiße oder Gelbliche, meistens ins Bläuliche ziehende Farbe.

Es kann dieser Gemensteil, rücksichtlich der übrigen, seiner Gleichsörmigkeit wegen, und da er meistens mehr oder weniger, und oft sehr bedeutend über alle übrigen zusammen, oder doch über seden derselben einzeln genommen, an Menge vorwaltet, als Zaupt oder Grundmasse angesehen werden, und dies umso füglicher, als alle übrigen Gemengteile aus dieser Masse gebildet oder ausgeschieden worden, aus ihr entstanden oder hervor gegangen sein dürsten, als zu welchem Schlusse nicht nur die physiologischervertognostischen, sondern insbesondere die physischemischen Untersuchungen, auf deren Resultate gehörigen Ortes hingedeutet werden wird, zu berechtigen scheinen.

Die Abweichungen dieser Grundmasse in obigen Eisgenschaften, obyleich sie in den extremsten Gliedern sehr auffallend sind, gehen durch Zwischenglieder so allmählich in einander über, dass zuletzt aller Abstand verschwindet besonders merkwürdig aber ist, dass mehrere dieser Abweischungen, zumal in Dichtheit und Farbe, und zwar oft in einem sehr merklichen Grade, nicht selten bei Steinen von

einem und demselben Ereignisse, ja selbst bei Bruchstücken eines und desselben Steines vorkommen, so dass sich solche, zumal wenn ähnliche Abweichungen hinsichtlich der übrigen Gemengteile, wo sie noch weit gewöhnlicher und ungleich mannigsaltiger sind, zugleich Statt sinden, ost mehr voneinander unter sich, als von Bruchstücken ganz anderer, nach Zeit und Ort des Niederfallens sehr verschießener, Meteor Steine unterscheiden. 54

Im Bruche gibt diese Masse nach dem verschiedenen Kohäsions-Justande — wenn dieser oder vielmehr der durch die übrigen Gemengteile vermittelte Uggregats-Justand nicht so locker ist, dass sie bröcklig oder sandsteinartig körnig zerfällt, was sedoch höchst selten der Kall ist — größere oder kleinere, unbestimmt eckige und ziemslich scharskantige, und an den äußersten Kanten bisweilen selbst etwas durchscheinende Bruchstücke, und geschlissen nimmt sie nicht selten einen bedeutenden und andauerns den Grad von Politur an.

Nach obigem Maßstabe ist die Masse auch mehr oder weniger leicht, wenn ganz rein, meistens sehr leicht, zu Pulver zu stoßen, und zuletzt zum seinsten Pulver zer-reiblich.

Das gröbere Pulver unter dem Mikroskope betrachtet, zeigt, auch bei vollkommen erdigem Unsehen der Masse

⁵⁴ Dieff ist 3. 3. vorzüglich bei den Steinen von Chantonnay, L'Aigle, Barbotan, Weston, Charfonville, Agen, Lissa, und zum Teil selbst bei denen von Stannern der Kall, und mandze Bruchstucke eines einzelnen dieser Steine sind sich weit unähnlicher, als es oft Bruchstücke von Steinen von Lichstädt und Timochin, von Apt und Berlanguillas, von Nork, Glasgow und Toulouse, von Tipperary und Limerick, von Siena und Parma gegen einander sind, sa oft sind sene manchen von diesen mehr ähnlich, als sie es unter sich selbst sind.

im Ganzen (wie bei den Steinen von Siena, Benaref, Stannern), ein Gemenge von mehr oder weniger kristallinischen, durchscheinenden, zum Teil durchsichtigen, unbestimmt eckigen, ziemlich scharfkantigen Körnern, von kristallweißer, gelblicher, gelblichgrüner und grünlicher, in einander übergebenden Farben, meistenf in größerer, und von halb kristallinischen, teils halb durchscheinenden, teils yanz undurchsichtigen, grauen, blau- und rauchgrauen Partikelchen, gewöhnlich in geringerer Menge. Erstere scheinen in diese, diese in andere, meistens doch nur in einem sehr geringen Verhältnisse, oft nur einzeln vorhandene, schwarze, glänzende kleine Massen überzugeben, die ein etwas schlackiges und der Kohlenblende ähnliches Unsehen haben. Gewöhnlich zeigt sich noch eine vierte Urt von Massenteilchen in senem Gemenge, obyleich meistens nur in sehr geringer Menge, bisweilen sedoch vorwaltend, als weiße oder grauliche, mehr erdige, undurchsichtige, oder doch nur schwach und teilweise durchscheinende, dem verwitterten Feldspate ähnliche Teilchen, welche, oft innin mit den Partikelchen der zweiten Art verbunden, in andere übernehen, die einentlich nicht mehr der Zauptmasse anzugehören scheinen, und von welchen bei Gelegenheit des einen metallischen Gemenyteiles der Steinmasse (des Gediegeneisens und der damit verbundenen Rostslecke) die Rede sein wird.

Die kleinen schwarzen Massen sind etwas schwerer zu Pulver zu stoßen, und lassen beim Zerreiben gewöhnlich ein kleines Metallteilchen zurück, das sich auf dem Ambosse, obyleich etwas schwer, fletschen lässt, auch werden sie von der Maynetnadel angezogen die grauen Partikelchen werden es nur in so ferne, als sie mit senen oft innig verbunden sind die kristallinischen durchsichtigen aber gar nicht.

Auf dieser Beschaffenheit⁵⁵ der Massenteilchen dieses einen, die Grundmasse der Meteor Steine konstituieren den Gemenyteiles, so wie aus sener, gleich zu beschreibenden des zweiten erdigen Gemenyteiles, die sich bei manchen Meteor Steinen noch weit deutlicher, und selbst im Ganzen schon, ohne mikroskopische Untersuchung der integrierenden Massenteilchen ausspricht (wie bei den Steinen von Errleben und Chassigny), und auf den ofsenbaren Übergängen beider in einander, so wie auf den Resultaten der Analysen, so ergibt sich nicht nur die nahe

⁵⁵ Obige Beschreibung ist das Resultat einer mühsamen, schon I808 vorgenommenen, vergleichenden, mikroskopischen Betrachtung von zehn verschiedenen Meteor-Steinen, die mir damals zu Gebote standen (namentlich des von Lichstädt der von Tabor, Barbotan und L'Aigle von Ensisheim und Lissa und der von Siena, Mauerkirchen, Benares und Stannern), welches wohl als allgemein geltend angesehen werden kann (da ich in dieser Zwischenzeit keine Muße fand, diese Untersuchungen weiter fortzusetzen), indem es auf der Vergleichung von so vielen, in den wesentlichen Beziehungen so sehr voneinander abweichenden Steinen, die nach meiner Ansicht vier Übergangeseihen in der Sippschaft bilden, abnezogen ist.

⁵⁶ Abgesehen von den metallischen Gemengteilen, stimmt bekanntlich nicht nur das qualitative, sondern selbst das quantitative Verhältnis der chemischen Bestannteile der Steinmasse der meisten bisher bekannten Meteor Steine ziemlich genau mit senem des terrestrischen Olivins zusammen. Rieselerde ist ebenso wie dei diesem der vorwaltendste Bestandteil, der in der Regel wohl nur zwischen 30 und 50 Perzent adweicht, und Talkerde ist höchst wahrscheinlich ein ebenso beständiger, nur im quantitativen Verhältnisse etwas mehr, zwischen 2, im Allgemeinen doch wohl nur zwischen 10 und 30 Perzent variserender Bestandteil. Der sehr unbeständig scheinende Gehalt an Alaun und Kalkerde (im Allgemeinen von I bis 3 Perzent — mit Ausnahme der Steine von Stannern, wo er aus Rechnung senes an Talkerde eingetreten zu sein scheint —) ist doch viel zu gering, als dass er stür entscheidend und für etwas mehr geltend gemacht werden könnte, als höchstens vielleicht für eine Annäherung an ein anderes, mit dem Olivin geognostisch verwandtes Sossil, nämlich den Augit.

Obgleich ferner der eine als Grundmaffe angenommene Gemengteil nur höchst selten, selbst kaum en groß, ganz rein und für sich (nach oben beschriebener Beschaffenheit der Maffenteilchen aber auf

Derwandtschaft, oder vielmehr die Identität beider, sondern auch die wahre Vatur der Steinmasse im Ganzen, als Olivin in verschiedenen Graden von Ausbildung und Charakterisierung, wosür sie bereits auch Zausmann und Stromeyer erkannt und ausgesprochen haben.

Der zweite erdige Gemengteil der Steinmasse hat teils ein mattes, von der Grundmasse zum Teil oft nur wenig verschiedenes, mageres, meistens aber doch glatteres, dichteres Unsehen, und unterscheidet sich von derselben gewöhnlich mehr oder weniger, obgleich oft nur allmählich und übergehend, durch ein weit seineres gleichsörmigeres Korn, größere Sestigkeit und Zärte, die vom Wackerseuerschlagen und Glassitzen nur bis zum Leichtzersprengsbaren herabsinkt, und durch eine dichtere Textur, die bis ins Spätige und Kristallinische geht, und mit welcher der Glanz, ein Mittel zwischen Setts und Glasglanz, zusnimmt, und die Undurchsichtigkeit bis ins Durchscheinens de, und selbst ins Durchsichtige übergeht.

Die Farbe geht auf dem verschiedenen Grau der Grundmasse, mit der sie inzwischen oft ganz gleich, nur meistens etwas lichter oder dunkler ist, ohne merklicher Ab-hängigkeit von, und ohne regelmäßige Übereinstimmung

teine Weise wollkommen abgeschieden) chemisch untersucht werden kann so sand sich doch, wo dieses einiger Maßen möglich war (wie bei den Steinen von Benares durch Joward und Bournon), ein höchst unbedeutender Unterschied selbst im quantitativen Verhältnisse der Bestandteile zwischen diesem und dem andern, doch sehr ausgeschiedenen, und schon mehr als Olivin ausgesprochenen Gemengteil, nämlich in diesem nur um 2 Perzent Kieselerde mehr, und 3 Perzent Talkerde weniger als in der Grundmasse.

Von dem Verhältnisse dieses olivinartigen Gemengteiles in den Meteor-Steinen zur olivinartigen Substanz im sibirischen Lisen — und von senem dieser zum terrestrischen Fossil dieses Namens, wird nleich bei Beschreibung des ersteren die Rede sein.

mit obigen Ligenschaften, unter vielen und allmählichen Abstufungen (Nuances) von Zöhe und Tiefe, licht und dunkel, und in sehr mannigfaltigen, ebenso allmählich in einander übergehenden Modisikationen (Teintes) der Zauptfarben, auf dem Gelblichen oder Graulichen, einerseits, obyleich seltener, ins Wachs und Zoniggelbe, andererseits und am gewöhnlichsten ins Lauch, seltener ins Spargel und Pistazien, am häusigsten ins Oliven und Öl, bis ins Schwärzlich Grüne, und auf dem Zläulich Grauen ins Perl und Schiefer Graue und ins Lavendel bis ins Schwärzlich Zlaue.

Es zeigt sich dieser Gemengteil bald mehr, bald wenisger ausgeschieden, schärfer oder schwächer begrenzt, und nach Verhältnis obiger Ligenschaften, zumal nach den verschiedenen Graden seiner Dichtheit und der Intensität und Beschaffenheit der Farbe, mehr oder weniger ausgessprochen und von der Grundmasse ausgezeichnet, bisweislen aber auch kaum erkennbar von derselben geschieden, aus ihr oder in sie gleichsam übergehend, mehr oder minder häusig, in Massen von serschiedener Größe und Gestalt, und höchst ungleichsörmig in der Grundmasse verteilt.

Bei weitem am gewöhnlichsten ist das quantitative Verhältnis dieses Gemengteils zur Grundmasse nur gering, nur höchst selten nähert sich dasselbe der Zälfte, gewöhnlich beträgt es zwischen $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{10}$ von der Gesamtmasse, oft aber auch noch weit weniger, und nicht selten sindet sich

dieser Gemengteil nur in einzelnen, wenigen, sehr zerstreuten Massen, scheint aber, wenn gleich oft sehr undeutlich ausgesprochen, nie ganz zu sehlen⁵⁷ dagegen scheint er bisweilen, obgleich nur höchst selten, entweder ganz innig mit der Grundmasse gemengt zu sein, oder dieselbe beinahe ganz zu vertreten, und ausschließlich ganze einzelne Steine eines und desselben Meteors, und selbst ganze Meteor-Massen zu bilden.⁵⁸

Selten sind diese Massen bedeutend groß, und ebenso selten ganz unförmlich oder vieleckig gestaltet gewöhnlich, zumal bei höheren Graden von Dichtheit und bedeutender Intensität von Farbe, sind sie nur klein, höchstens von einigen Linien im größten Durchmesser, und dann meistens ziemlich spitzeckig und scharfkantig, ungleichseitig dreieckig, rhomboidal und trapezoidal, oder scharf gerandet und oval, oder mehr oder weniger zugerundet am

⁵⁷So finden sich z. B. in der lockern, leicht zerreiblichen Meteor-Masse von Alais rundlichte Körner von beträchtlicher Dichtheit und Färte eingemengt.

⁵⁸Wie dief bei den merkwürdigen Steinen von Errleben und Chaffigny der Kall ist, die sich eben dadurch von allen bisher bekannten Meteor Steinen so sehr unterscheiden, daff außer den zart eingesprengten Metallteilchen in dem einen, ersteren, auch gar keine Abnlichkeit mit irgend einem andern bekannten Meteor-Steine nachzuweisen wäre, wenn nicht doch bie und da in einem ober dem andern die aufgezeichnete Maffe jener Steine, auf der ihr Ganzef besteht, wenigstenf alf einzelner Gemengteil erschiene. Und so auffallend demnach, sowohl nach den Resultaten der von mir neuerlicht vorgenommenen mitrostopischen Untersuchung der Massenteilchen, als noch mehr nach jenen der chemischen Unalyse der Steinmasse beider (nach Klaproth und Stromeyer von dem einen, nach Vauquelin vom andern) einerseits die Abnlichkeit im Wesentlichen der Beschaffenheit und des Gebaltef mit allen übrigen Meteor-Steinen ist noch umfo mehr auffallend ist wohl andererseits nach denfelben die gang besondere Übereinstimmung hierin gerade zwischen diesen Steinen, da sie doch unter sich, nach allen äußern und physischen Merkmahlen (das spezisische Gewicht allein ausgenommen, welches bei beiden ziemlich gleich ist, = 3,600 nach Klaproth bei senem von Errleben, und = 3,550 nach eigener Wiegung, bei senem von Chassigny, obyleich dieser keine Spur weder von Gediegeneisen, noch von Kief oder Schwefeleisen zeigt, die beide in jenem häusig vorhanden sind), beinabe noch mehr als von allen andern Meteor Steinen abweichen. (Inzwischen gerade nicht mehr als ihre beiderseitige Masse zu tun pflegt, wenn sie als isolierter Gemengteil, einzeln oder vereint, in einem andern Meteor-Steine vorkommt.)

häufinsten aber und zwar, obyleich gerade nicht immer im Verhältnisse mit der Dichtheit und Farbe, doch stets bei den höchsten Graden derselben, und vorzunsweise bei den grünen Farben-Tinten, sehr und selbst äußerst klein, und vollkommen zirkelrund.

Im letzteren falle, zumal wenn der Kobässons Zustand der Grundmasse an und für sich nicht sehr bedeutend ist, ist der Ungregats-Justand zwischen diesem Gemenyteil und sener so locker, dass diese Massen, umso mehr, wenn sie vollkommen kunelicht sind, beim Zerbrechen oder Zerschlauen des Steines (wo sie sonst, bei minder vollkommener Ausscheidung und sesterem Zusammenhalte der Steinmasse, mitbrechen oder halbkunelicht über die Bruchfläche vorragend, sitzen bleiben) teils von selbst auf der Grundmasse berauffallen, teils mit leichter Mühe auf derselben herauf gebrochen werden können, und dann, ihrem Volum und ihrer form entsprechende Gruben (runde Jellen, wie der Olivin im sibirischen Lisen), deren Boden und Wände verdichtet, und gleichsam abgeglättet sind, und wahren Absonderungsstellen gleichen, zurück lassen, so dass es wirklich das Ansehen hat, als wären diese Kugeln in die übrige Masse eingeknetet worden. 59 Die Kuneln selbst sind in diesem Zustande meistenf

⁵⁹ Ich kann nicht umhin, hier auf eine ganz ähnliche Bildung und Absonderung, gleichzeitig entstandener und gleichartiger, oder doch nur wenig veränderter Massen terrestrischer Fossilien hinzuweisen, nämlich auf sene, in dieser Beziehung höchst merkwürdigen, kugelichten Basalte, Thon und Klingstein-Porphyre, welche, zumal letztere, im Innern ihrer Grundmasse ähnliche, oft vollkommen sphärische Kugeln, von 4 bis 5 Joll in Durchmesser, von vollkommen homogener Tatur, nur etwas in der Farbe verändert, und von größerer Sichtheit und Feinheit im Korne als die Zauptmasse, eben so sest eingeschlossen, oder mehr oder weniger scharf abgesondert, und

vollkommen sphärisch, und haben eine mehr oder weniger dunkle, grünlich oder bräunlich-graue Farbe, einen schwachen, etwas settigen, meistens nur schimmernden Glanz, und eine sehr glatte Oberfläche, indes sie sonst, auf niederer Stufe von Ausbildung und Ausscheidung, wenn sie auch auf der Grundmasse hervorragen, mehr uneben und gleich dieser gefärbt, ganz matt und rau sind, indem sie von Massenteilchen derselben, die innig mit ihrer Oberfläche zusammen hangen, bedeckt erscheinen. Nach den verschiedenen, sehr mannigfaltigen und sehr abweichenden Graden von Dichtheit und Festigkeit, sind die Massen dieses Gemenyteiles, mehr oder weniger, leicht zersprengbar, aber nie zerreiblich, im Gegenteile nicht selten ziemlich schwer zersprenybar, und in dem Maße, als dieselben dadurch und durch die übrigen Ligenschaften von der Beschaffenheit der Grundmasse sich unterscheiden, und vollkommen aufgeschieden erscheinen, zeigt sich der Bruch, der im unvollkommensten Zustande noch rau und erdig, doch immer dichter ist als jener der Grundmasse, immer feiner, dichter, ebener, glatter, und geht endlich in einen vollkommen dichten, flachmuschlichen über. Sie zerspringen nach allen Richtungen (und erscheinen auch so von selbst, oft in viele kleine Stücke, zersprungen auf geschliffenen flächen) in unbestimmt eckige, ziemlich scharfkantige, meistens ganz undurchsichtige, nicht selten aber auch mehr oder weniger an den Kanten durchschei-

nicht selten eben es vollkommen ausgeschieden und lose, mit geglätteter Oberfläche und verdichteten Wänden der Gruben, eingeschlossen enthalten.

nende, bisweilen ganz durchscheinende, und, obyleich nur selten und einzeln, selbst ganz durchsichtige Bruchstücke, von einem schwachen, etwas settigen Glanze, der sich mit zunehmender Durchscheinenheit, zumal bei lichtern, grünlichen und gelblichen Farben, immer mehr und mehr dem Glasylanze nähert und in diesem Zustande geben derzgleichen Bruchstücke nicht nur ziemlich leicht Funken am Stahle, sondern ritzen auch etwas das gemeine Glas. 60

Nach den verschiedenen Graden von Zersprenybarkeit lassen sie Massen dieses Gemenyteiles auch mehr oder weniger leicht, nie aber so leicht wie die Grundmasse, im Gegenteile meistens schwer, und gewöhnlich sehr schwer, oft nur auf einem Umbosse, zu Pulver stoßen, und nur selten, und dann erst, wenn schon sehr verkleinert, vollends zerreiben. Die Massenteilchen erscheinen unter dem Mistroskope, nach der verschiedenen Zeschaffenheit, die sie ursprünglich in ihrem Zusammenhange, in allen obigen vielseitigen Zeziehungen, von Sarbe, Durchscheinenheit u. s. w. zeigten, höchst mannigsaltig, doch zeigen sie, solcher Gestalt verkleinert und einzeln, immer lichtere und sast durchaus mehr ins Grünliche ziehende Karben, und

⁶⁰ Ef wollen Manche an Massen dieses Gemenyteiles in Meteor Steinen — so wie an der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen — (wovon seines Ortes die Rede sein wird) wo nicht eine vollkommene und ausgesprochene Kristall-Jorm, doch wenigstens einzelne, wahre Kristallisation Slächen beobachtet haben. (So Calmelet und Gillet de Laumont, eine prismatische Jorm mit rhomboidaler Grundlage, die sogar ganz mit einer Abänderung auf der Kristall-Suite des Augits (Pyrorene Z.) übereinstimmen soll, in einem Steine von Chassigny so Chladni etwas Kristallähnliches, als ein regelmäßiges Parallelogramm, in einem Steine von Siena, und Kristallisation-Slächen an einer bedeutend großen Masse dieses Gemenyteiles in seinem Bruchstücken vom Steine von Eggenseld.) Ich habe mich von der Gründlichkeit dieser Angaben noch nicht vollkommen überzeugen können, und was ich zur Zeit von solchen angeblichen Kristall-Jormen und angenommenen Kristallisation-Slächen (namentlich beim sibirischen Eisen) gesehen habe, kann ich vor der Jand bloß als Absonderungsstächen erkennen.

mit diesen einen höheren Grad von Durchscheinenheit und scharfkantigere Bruchslächen, alles aber im Großen in einem geringeren Grade als die oben beschriebenen Massenteilchen der Grundmasse, zumal als sene der mehr kristallinischen ersterer Urt, von denen sie sich übrigens noch durch ein minder kristallinisches Unsehen und durch einen mehr settigen Glanz unterscheiden, übrigens aber, und zwar durch die halbkristallinischen Massenteilchen zweiter Urt der Grundmasse, in dieselben überzugehen, oder auf denselben hervor gegangen zu sein scheinen. Sie zeigen übrigens, sowohl in diesem als im konkreten Zustande, eben so wenig als sene, wenn nicht durch zufällig eingemengte Metallteilchen vermittelt, die geringste Wirkung auf die Magnetnadel.

Alle obigen, so mannigsaltigen Verschiedenheiten im Unsehen, Verhalten und Vorkommen, so wie das so sehr abweichende quantitative Verhältnis dieses Gemengteiles, scheinen in keinem absoluten Wechselverhältnisse mit oder in einer direkten Abhängigkeit von der physischen Beschaffenheit der Grundmasse (von der Dichtheit, Karbe u. s. w. derselben) zu stehen wohl aber scheint das quantitative Verhältnis der entsernteren Bestandteile (zumal der Talks und Kieselerde) der Steinmasse im Ganzen, dars auf einigen Kinsluss zu haben das Meiste dürfte sedoch

⁶¹ Bei allen Meteor Steinen, bei welchen dieser Gemengteil häusiger, auch wohl nur deutlicher ausgesprochen, oder in einem vollkommeneren Justande vorkommt (wie bei jenen von Lichstädt, Tabor, Benares, Lygenseld), scheint (insosern auf alle Analysen in dieser Beziehung anzugehen ist) die Talkerde in einem größeren Verhältnisse 17 bis 23 Perzent vorhanden zu sein. Am ausfallendsten ist dies den Steinen von Errleben und Chassing, deren ganze Masse aus diesem

wohl von besonderen Zustandsveränderungen der Steinmasse im Ganzen abhängen. 62 Sehr merkwürdig aber ist. dass dieser Gemenyteil, sollte er auch in einem noch so yeringen Verhältnisse vorhanden sein, in einem und demselben Steine sich höchst selten, wenn je, durchauf von ganz einerlei Beschaffenheit sindet, abgesehen selbst von Korm und Größe dass er im Gegenteile gewöhnlich, selbst in einem und demfelben Bruchstücke eines Steines, sollte die sef auch nur ein paar Joll Oberfläche bieten, wenigstenf in zwei oder drei, oft aber in noch mehreren, und nicht gar selten in einer ganzen Suite von Zustandsverändes rungen in allen oben angeführten Beziehungen erscheint: vom unvollkommensten, kaum von der Grundmasse unterscheidbaren Zustande, bis zum vollkommenst ausgebildeten, scharf geschiedenen, vollkommen glasartigen und nicht minder merkwürdig ist es, dass er sich ebenso und oft in einzelnen Zustandsverschiedenheiten, ganz ausnehmend ähnlich, bei, nach Zeit und Ort des Miederfallens, sehr verschiedenen, übrigens im Ganzen oder in andern Beziehungen mehr ober minber sich ähnlichen, Steinen

Gemenyteil, in einem ziemlich aufgesprochenen Zustande, besteht, und von welchen der Gehalt an Talkerde mit 23,58 bis 26,50 und 32 Perzent aufgewiesen wird. Es ist zwar von manchen noch der Gehalt als bedeutend (so von senen von Apt mit 14, von Lissa mit 22, von Porkshire mit 247) angegeben, wo doch dieser Gemenyteil en masse nur selten und schwach ausgesprochen erscheint. Allein hier mag es an der Unvollkommenheit der Ausschlaung, und an der innigeren Verbindung der Massentichen liegen, welche letztere dieses auch (wenigstens bei den Steinen von Lissa) bewähren. Der sehr abweichende Gehalt dieses Gemenyteiles sowohl als überhaupt der ganzen Steinmasse, an Eisen, und wohl auch der veschiedene Zustand, in welchem sich dasselbe in beiden besindet, durste vielleicht den wesentlichsten Einfluss auf die meisten Zustandsverschiedenheiten haben.

⁶² Diess scheinen wohl sene in obiger Note berührten Sälle, wo die Ausschlung und der Justand dieses Gemengteiles dem quantitativen Verhältnisse der Bestandteile der Steinmasse nicht entspricht, und überhaupt die so mannigsaltigen Justandsverschiedenheiten desselben, die oft weder mit dem Gehalte, noch mit der Beschaffenheit der Steinmasse in irgendeinem Kausal-Verhältnisse stehen, insbesondere aber die Steine von Errleben und Chassigny, zu bestätigen.

zeigt, und solcher Gestalt einerseits die Unterscheidung solcher, sich oft ganz ähnlicher Steine oder Bruchstücke verschiedener Abkunft — die sonst durch ihn, gerade der vielen Modifikationen wegen, in welchen er vorkommen kann, am leichtesten wäre — sehr schwer und unsicher macht andererseits aber einen und oft ausschließlichen Unhaltspunkt zur Wiedererkennung und Nachweisung einer Unalogie zwischen sonst gar sehr beterogen scheinenden Massen darbietet so wie er denn auch die Zomogenität der Materie, die Gleichförminkeit des Bildungs-Prozesses und die Allgemeinheit der Zerkunft aller dieser Massen bewährt, und den vorzüglichsten Charakter der natürlis chen Versippung derselben begründet. Und so wie einerseits diese manninfaltigen Modisikationen und die unverkennbaren Ubergänge derselben in einem und demselben Bruchstücke, so wie die Ubereinstimmung darin in verschiedenen, der Grundmasse und allen Beziehungen nach oft sehr voneinander abweichenden Steinen, und das allmähliche, oft kaum erkennbare Zervortreten dieses Gemenyteiles auf der Grundmasse — die Zomogenität dessel ben mit dieser bewähren, welche auch die Unalyse bestätiyet,63 und auf eine bloke Zustandsveränderung der Masse, durch welche diese Umbildung oder Ausscheidung in verschiedenen Graden bewirkt wird, schließen lassen so scheint wohl andererseits auch auf denselben, so wie auf der Suite der oryktognostischen Merkmable,64 und den Resulta-

⁶³ Wie bereits in einer früheren Note gezeigt worden ist.

⁶⁴ Gefüne, Festigkeit, Barte, Bruch, Bruchstucke, Durchscheinenheit, Glanz, und vollends die

ten der physischen⁶⁵ und chemischen⁶⁶ Untersuchungen, die vollkommenste Identität dieses Gemenyteiles, trotz des sen anscheinender Verschiedenheit, nach den verschiedenen Graden seiner stusenweisen Ausbildung, nicht nur in allen eigentlichen Meteor-Steinen, sondern auch mit der olivinartigen Substanz⁶⁷ im sibirischen Lisen, hervor zu

Sarbenreihe, die, wie vorzüglich die Massenteilchen zeigen, Grün immer zum Typus hat, welche den mannigsaltigen Justandsverschiedenheiten und ihren allmählichen Übergangen entsprechen.

65 Das spezissische Gewicht kann der Kleinheit der Massen wegen nicht wohl bestimmt werden, auch muss dasselbe nach den verschiedenen Justandsveränderungen notwendig abweichen, und nach dem sehr abweichenden Gehalte an verlarvtem sowohl, als selbst an mechanisch eingemengtem metallischen Eisen (der die diesem Gemengteile in den Meteor-Steinen gewöhnlich ungleich großer ist, als bei der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen) sehr verschieden sein. Das spezissische Gewicht der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen (= 3,263 bis 3,3 nach Bournon) stimmt aber ganz genau mit senem des terrestrischen Olivins überein (= 3,225 nach Werner 3,265 nach Klaproth). Die Schmelzbarkeit, die Graf Bournon mit einem Kügelchen aus einem Steine von Benares erprobte (wo dieser Gemengteil zwar besonders ausgeschieden, aber eben in keinem hohen Grade von Ausbildung vorkommt), ist ebenso schwer, wie die der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen und die des terrestrischen Olivins.

⁶⁶Infofern die Zustandsverschiedenheiten dieses Gemennteiles von dem Mischungsverhältnisse abbännen, insofern man wohl auch dieses sehr manninfaltin sein, inzwischen wich dasselbe nach doward Analyse bei einer Masse der Art auf einem Steine von Benares nur höchst unbedeutend von jenem ab, welchef er bei Zerlenung der olivinartigen Substanz auf dem fibirischen Eisen erhielt, und zwar — wohl zu bemerken — felbst weniger, trotz der Verschiedenheit beider Massen im Außern, alf das von Klaproth bei derselben Substanz gefundene von dem seinigen. (Zoward erhielt nämlich auf dem Lugelichten Gemengteile des Steines von Benares 50 Perzent Kiesel- und 15 Perzent Talkerde, und auf der olivinartigen Substanz des sibirischen Lisens 54 Perzent Kiefelund 26 Perzent Talkerde Klaproth dagegen auf derselben Substanz von ersterer 41, von letzterer aber 38 Perzent. Den Zauptunterschied macht der Gehalt an Kisen, wovon Zoward aus der Lunelichten Masse 34 Perzent, auf letzterer nur 16, und Klaproth 18 Perzent erhielt.) Und noch unbedeutender ift die Abweichung im Mischungsverhältnisse zwischen dieser und dem terrestrischen Olivin (in welchem die Kiefelerde 50 bis 52, die Talkerde 37 bis 38, und das Eisen IO bis I2 Perzent betragt) auffallend dagegen die nahe Übereinstimmung darin zwischen allen drei Substanzen und der Gesamtmasse der Steine von Errleben und Chassigny. (Klaproth erhielt auf ersterem — nebst etwaf Kalk und Maunerde, Nickel, Manyan, Chrom und Schwefel — 35 ½ Perzent Kiefel und 26½ Perzent Talkerde und 31 Perzent regulinisches Kisen Stromeyer auf demselben — nebst den gleichen Nebenbestandteilen und 3 Perzent Natrum — 36 Perzent Kiefel 23 Perzent Talkerde und $24\frac{1}{2}$ Perzent metallisches und $5\frac{1}{2}$ Perzent oppdulirtes Eisen. Vauquelin fand im letzteren ohne Nebenbestandteile, außer 2 Perzent Chrom — 33 Perzent Kiesel. 32 Perzent Talkerde und 31 Perzent Lisenoryd.)

67 Schon Graf Bournon hat auf diese Identität aufmerksam gemacht. Und so wie einzelne Massen dieses Gemengteiles in den Meteor Steinen Justandsverschiedenheiten zeigen, die ganz vollkommen und in allen Beziehungen senen der olivinartigen Substanz im sibirischen Eisen entsprechen wobei bemerkenswert ist, dass solche oft in Steinen vorkommen, wo dieser Gemengteil im Allgemeinen gerade nicht am vollkommensten ausgesprochen ist (wie z. B. in senen von Siena und Eggenseld, in welchen Bournon und Chladni auch vollkommen durchsichtige, glasartige, gelblichgrüne Massen desselben beobachteten) — ebenso sinden sich die dieser (wie an seinem Orte erwähnt

gehen, und man kann demnach wohl ohne Anstand diesen Gemenyteil, von welcher Beschaffenheit er auch immer in den Meteor-Steinen erscheinen may, insofern er nur in einer der ihm zukommenden Ligenschaften von der Grundmasse sich unterscheidet und erkennbar ausgeschieden erscheint (a potiori) mit gleichem Namen bezeichnen. 68

Zinsichtlich der Steinmasse im Ganzen modisiziert dieser Gemenyteil, nach seinem verschiedenen quantitativen Verhältnisse, nach dem Grade seiner Ausbildung, der Art seiner Ausscheidung und seines Zusammenhanges mit der Grundmasse, und nach seinen so mannigsaltig abweichenden Eigenschaften, nicht nur oft den Rohässons und Aggregatschaften, nicht nur oft den Rohässons und Aggregatschaften, sondern bestimmt auch damit und durch die Form und Begrenzung seiner einzelnen Massen, das Gefüge und äußere Ansehen derselben, welches, wie sich am deutlichsten auf geschlissenen Flächen ausspricht, wo derselbe nach dem Grade seiner Dichtseit und Festigseit eine bedeutende Politur annimmt, bald Granits oder Porphyrartig, bald Marmorartig erscheint.

Von den beiden metallischen Gemengteilen erscheint der eine, und zwar auf frischen, rohen Bruchflächen der

werden wird) Justandsverschiedenheiten und Übergänge, die sich in manche senes Gemengteiles verslaufen. Nur ist das Verhältnis gerade entgegengesetzt, und Justandsverschiedenheiten, die hier am häussigsten vorkommen, sind dort am seltensten, und umgekehrt.

⁶⁸ Kugelicht kann man ihn im Allgemeinen nicht wohl nennen, da er bei weitem nicht immer, kaum vorherrschend, in dieser Korm vorkommt.

⁶⁹ Aber nur beziehungsweise, der scheinbaren Einknetung wegen.

Steinmasse, mehr oder weniger häusig, und mehr oder minder deutlich ausgesprochen, dem Gesicht und Gesühl erkennbar, in Gestalt einzelner, hervorragender, größerer oder kleinerer, mehr oder weniger rundlichter und glatter, oder eckiger, rauer Körner, oder ebenso beschassener, gröberer oder seinerer Zacken, die zum Teil mit anklebenden erdigen Massenteilchen bedeckt, sest von der Masse eingeschlossen, innig mit ihr verbunden und gleichsam verwachsen sind, und von mehr oder weniger licht eisen oder stahlgrauer Farbe und metallischem, obgleich meistens nur schwachem Glanze.

Geritzt geben diese Körner oder Zacken die Geschmeidigkeit und Weichheit der Materie zu erkennen, und dabei einen stark glänzenden, lichtern, im Silberweiße ziehenden Strich.

Mit Gewalt auf der Masse gebrochen, worin sie bei weitem größten Teils ohne Verbindung unter sich einsgeschlossen, bisweilen aber doch durch seine Üste einiger Maßen mit einander verbunden (wie z. Z. in den Steinen von Lichstädt, Timochin, Tabor) zu sein scheinen, lassen sie sich auf einem kleinen Amosse sehr leicht—obyleich nicht immer gleich, oder wenigstens nicht gleichsförmig leicht—

To Gewöhnlich blieb, zumal von jenen mikrostopischen, ganz eingehüllten Lisenkörnern, von welchen bei den Massenteilchen der Grundmasse die Rede war, ein kleiner Lindruck auf meinem stählernen Ambosse (ein Ingredienz von Dumotiezs Viecessaire minéralogique) zurück. Wahrscheinlich rührt diese partielle Sprödigkeit und Zärte (die übrigens allem Meteor-Lisen, auch in den derbsten Massen, aus demselben Grunde — wie seines Ortes gezeigt werden wird — eigen ist) von mikroskopisch beis oder eingemengtem Schweseleisen her (welche Vermutung hier, so wie dort, wo sie noch durch überzeugendere Grund unterstützt werden kann, die etwas schwerere, wenigs

zu den dünnsten Blättchen strecken, fletschen, deren meistenf sehr gezackter Rand die ursprünglich uneben und zackig gewesene Oberfläche und Gestalt des Eisenteilchenf bezeichnet. Bey diesem Fletschen springen nicht nur die sest angeklebt gewesenen erdigen Massenteilchen ab, 71 sondern es zeigt sich gewöhnlich auch ein schwarzes Pulver, das mehr oder weniger dem Magnete folgt. (Söchst wahrscheinlich Eisen-Orydul oder Schweseleisen, welches letzstere, wie seines Ortes gezeigt werden wird, nicht nur dem sibirischen, sondern selbst den dichtesten und derbsten Meteor-Eisenmassen häusig eingemengt ist.) Es zeigen sich übrigens sene Körner, Jacken und gesletschten Blättschen sehr wirksam (doch wie mir däucht gefunden zu haben, 72 etwas schwächer als gewöhnliches weiches Eisen und selbst als derbes Meteor-Eisen) auf die Magnetnadel, und

stens ungleichförmig leichte, Schmiedbarkeit, und die etwas schweisbarkeit, so wie die Entwicklung von Schwesel-Wasserkossgas bei der Auflösung dieses Lisens in Säuren, bestätigen). Vielleicht zum Teil auch von dessen Orydation oder Verbindung mit Chrom denn die Verbindung mit Aidel scheint demselben vielnehr den höheren Grad von Weichheit, Jähigkeit und Dehnbarkeit zu geben, worin derbe Massen im Ganzen sedes Schmieder-Lisen übertressen. Auch Klaproth sand bei seinen Analysen dem, mittelst des Magnets ausgezogenen, Gediegeneisen, immer sehr viel Schweselkief sest adhärierend.

⁷¹ Diese scheinen oft mehr bloß oberslächlich anzukleben, und aus Vaquelins und Klaproths Beschreibung ihres Versahrens bei den von ihnen vorgenommenen Analysen (indem sie gewöhnlich bei der Auflösung des auf der gepulverten Meteor-Steinmasse mit dem Magnete ausgezogenen, und sorgfältig von allen erdigen Teilchen gereinigten Kisens, noch Id bis 20 Perzent erdige Bestandteile erhielten, und wie ersterer bei dem Steine von Charsonville ausdrücklich bemerkt, es sehr schwer hält, das Gediegeneisen ganz von der Talkerde zu reinigen), und vollends auf Laugiers neuester Zerlegung des sibirischen Kisens und welcher dieses, von allen erdigen Teilchen mechanisch vollkommen gereiniget, Id Perzent Kiesel und IS Perzent Talkerde enthalten soll), scheint hervor zu gehen, das die erdigen Bestandteile als Metalle oder Metalloide mit dem metallischen Kisen in irgend einem Verhältnisse demisch verbunden sind. Eine Mutmaßung, die durch das auffallend geringe spezissische Gewicht, durch die, wie scheint, schwächere Wirkung auf den Magnet, und durch die Grunde, welche Klaproth bestimmt haben, alles in den Meteor-Steinen vorkommende Metall als regulinisch anzunehmen, wovon in der Solge die Rede sein wird, noch mehr Gewicht erhalt. Zekanntlich erhielt auch Daniell bei Untersuchung des Gusseisens, und Berzelius bei der Analyse eines gemeinen Schweselkieses, Kieselerde (Silicium).

⁷² Ich will dief vor der Zand noch nicht alf aufgemacht behaupten, bif ich im Stande bin, durch genauere Versuche, die eine eigene Vorrichtung notwendig machen, die Beobachtung zu bewahren.

bewähren sich durch alle diese Ligenschaften, so wie durch die Resultate der Unalyse, als regulinisches Lisen.⁷³

Das spezisische Gewicht dieses Lisens ist bedeutend geringer als senes vom Rohr und Stabeisen sowohl, als instabesondere vom derben Meteor-Lisen. Fraf Bournon fand es bei senem auf einem Steine von Tabor = 6,146, und ich bei einem großen Korne und einem Blättchen auf einem Steine von L'Aigle zwischen 6,00 und 6,60.

Auf geschliffenen und polierten Flächen erscheint dieser Gemengteil noch ungleich deutlicher, da durch Schnitt und Politur die kleinsten Metallteilchen rein und spiege-licht glänzend zur Ansicht kommen. Er zeigt sich hier

⁷³ Und zwar stets mit Nickel legiert, so dass diese Verbindung als charakteristisch für alles Meteor Eisen im regulinischen Zustande angenommen wird, und es daber sehr befremdend wäre, wenn die Steine von Unen, nach Vauquelin, da sie doch sichtlich bedeutend viel Gedieneneisen führen, keine Spur von jenem Metalle enthjelten. Nach den neuesten, zum Teil absichtlich in dieser Beziehung vorgenommenen Analysen Stromeyers, scheint das Mischungsverhältnis dieser Metall in den verschiedenen Meteor Steinen und Lisenmassen ziemlich gleichförmig, nämlich in ersteren von 7 bis 10, in letzteren zwischen 10 und II Perzent des Midels zum Eisen, und im Allgemeinen senes des Mickelf bedeutend höher zu sein, alf ef bisher von den meisten Analytikern angegeben wurde. (So hatte Klaproth in der Total-Masse des Steines von Errleben nur $\frac{1}{4}$ Perzent Nickel gefunden, indes Stromeyer $1\frac{1}{2}$ Perzent fand, und ersterer in der Masse eines Steines von Timochin, bei einem, selbst ausgewiesenen, Gehalte von $17\frac{1}{2}$ Gran regulinisch vorhanden gewesenen Eisens, kaum $\frac{1}{2}$ Perzent so sand derselbe im sibirischen Eisen nur $1\frac{1}{2}$, im merikanischen $3\frac{1}{4}$, im Elboyner $2\frac{1}{2}$, im Ugramer 3 to Perzent Mickel. Loward, Vauquelin und M. A. Scherer geben bei den von ihnen vorgenommenen Analysen höchst ungleichförmige, zum Teil viel zu groß, zum Teil viel zu gering scheinende Verhältnisse von diesem Metalle an.) Dass, wie Stromeyer meint, Nickel mit Eisen, alf Orys, auch in den erdigen Gemengteilen chemisch enthalten sei, ist deshalb, im Allgemeinen wenigstens unwahrscheinlich, weil Vauquelin in den Steinen von Chaffigny, und Moser und Klaproth in jenen von Stannern durchauf keine Spur davon auffinden konnten, jene aber, welche Vauquelin in letzteren bemerkte, wohl in dem vorhandenen Schwefeleisen, und der Gehalt, den Boward davon in den abgesondert ærlegten erdigen Gemengteilen der Steine von Benares sand, ohne Zweisel in den milrostopisch eingemengten Gediegeneisen- und Kiesteilchen enthalten gewesen sein dürfte.

⁷⁴ Von ersteren kann man im Durchschnitt wohl 7,2 bis 7,7 annehmen, von letzteren sand ich basselbe, und namentlich vom merikanischen, kroatischen, böhmischen, ungarischen und peruanischen Lisen zwischen 7,600 und 7,830. Söchst merkwürdig ist, dass jenes vom sibirischen Lisen gleichsam das Mittel zwischen letzteren und jenem des Lisens aus Meteor-Steinen halt ich sand dasselbe = 7,540, nur etwas geringer als Karsten, der es mit 7,573, wie es auch Werner und Zausmann annahm, angibt. Graf Bournon gibt es mit 6,487 an, diesem mochte aber wohl eine Irrung zum Grunde liegen.

nun erst in seiner wahren Menge, 75 die gewöhnlich nicht gering ist, so dass er nach einer beiläusigen, oberslächlichen Abschätzung bisweilen $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{5}$, d. i. 0,20 bis 0,30 (wie z. B. in den Steinen von Eichstädt, Timochin, Tabor, Charsonville zc.) der ganzen Masse beträgt, meistens aber doch nur den zehnten oder zwanzigsten Teil des Ganzen ausmachen möchte, d. i. 0,10 bis 0,05 (wie in den Steinen von L'Aigle, Lissa zc.), und oft auch in äußerst geringer Menge, so dass er kaum $\frac{1}{50}$ der Masse beträgt, = 0,02 (wie in den Steinen von Mauerkirchen, Siena, Benares zc.), sa selbst noch weniger (wie in den Steinen von Parma, Eggenseld), zuletzt ganz und gar sehlt (wie in den Steinen von Chassigny und Stannern). 76

Es zeigt sich derselbe hier teils, zumal wenn häusig vorhanden — und in diesem Falle meistens ziemlich gleichförmig verteilt — in zarten, äußerst seinen, zum Teil mitrostopischen Punkten (den Ausgängen senkrecht ge-

⁷⁵ Lift sehr zu beklagen, dass die Analytiker bisher so wenig Rücksicht auf den Gehalt der Meteor-Steine an mechanisch eingemengtem Gediegeneisen genommen, und denselben gewöhnlich nur im Ganzen, bald, wie Vauquelin alles als Oryd, wie es auf der ganzen Masse durch die Operation erhalten wurde, bald, wie Klaproth alles als regulinisch, nach Kalkül, angegeben haben so dass man weder von dem Justande, in welchem sich das Lisen in der Steinmasse befand, ob ganz rein und gediegen, oder mehr oder weniger mit Schwesel vererzt, als Kies oder Schweseleisen, oder mehr oder weniger mit Orygen verbunden, als Oryd oder Orydul, noch weniger von den gegenseitigen quantitativen Verhältnissen etwas ersahrt, wie dies bis setzt beinahe nur aus Stromeyers musterhaften, leider nur wenigen Analysen, zu ersehen ist. Lis wäre zu wünschen, dass sie sedes Mahl das mechanisch eingemengte Gediegeneisen, so genau und rein wie möglich, auf der sein gepulverten Steinmasse von bestimmtem Gewichte mittelst einer Magnetnadel außiehen, und dieset sür sich angeben und untersuchen möchten.

⁷⁶ Linsichtlich des merkwürdigen Wechselverhältnisses, welches zwischen dem Gehalte der Meteorsteine an solcher Gestalt mechanisch eingemengtem — ganz ausgeschiedenem — regulinischen Lisen und jenem an Lisen in mehr oder weniger geschwefeltem und orydierten Zustande zu bestehen, und der ganz besonderen Verbindung, in welcher ersteres (>) mit den erdigen Bestandteilen der Steinmasse verbunden, vollkommen verlarvt, vorzukommen scheint, verweise ich auf die Bemerkungen bei der Abhandlung der übrigen Gemengteile (des Schweseleisens und des Lisenorydes).

gen die Oberfläche stehender Zacken), teils in größeren oder kleineren, stärkeren oder schwächeren, mehr oder weniger zahnigen oder zackigen, und klein- und feinästigen, gebogenen, winkeligen Udern, Linien und flecken (den Durchschnitten mehr oder weniger horizontal gegen die Oberfläche liegender Zacken), die bisweilen durch zarte Zweige, mehr oder minder vollkommen, einzeln wenigstens, mit einander verbunden sind⁷⁷ teils — obyleich selte ner, und meistens nur, wo der Gehalt im Ganzen geringe — in einzelnen beträchtlich großen, rundlichten, ovalen, keilförmigen, mehr oder weniger dreieckigen, gewöhnlich scharf begrenzten, und gar nicht zackigen flecken von einigen Linien im Durchmesser (den Durchschnitten von größeren, gewöhnlich so gestalteten, und meistens platt gedrückten Körnern oder Massen, in welchen sich dieser Gemengteil, bisweilen von Erbsen- bis Zaselnuss-Größe, und von 20 bis 30 und mehr Gran am Gewichte wie in den Steinen von Ensisheim, L'Aigle, Barbotan, Salés zc. eingemengt findet.78

Auf bloß geschnittenen, rohen, noch unpolierten Flächen zeigt sich die Farbe dieser Eisenteilchen — die hier ihre Weichheit und Geschmeidigkeit durch Erhabenheit

⁷⁷ Ein, obgleich nur noch höchst unvollkommener und sehr unterbrochener Zusammenhang, der aber doch schon einige Ühnlichkeit mit dem Eisengerippe der sibirischen, zumal der sächsischen und sener angeblich aus Vorwegen stammenden Eisenmasse zeigt.

⁷⁸ Auf folde, oft ganz im Innern der Steinmasse verborgen liegende, größere Æisenmassen, und überhaupt auf das mechanisch eingemengte Gediegeneisen, wenn es im Ganzen nicht sehr häusig vorhanden ist, indem dasselbe sonst sehr ungleichmäßig verteilt zu sein pflegt, muss bei Bestimmung des spezisischen Gewichtes, so wie dei der Analyse eines Bruchstückes, besondere Auchsicht genommen werden.

und durch Streifung ihrer Oberfläche (welche das nicht ganz gleichförmig vorrückende, schneidende Instrument, Rad oder Säge, bewirkte) bewähren, und bisweilen gekörnt, körnig angehäuft, fast wie geträuft erscheinen — mehr oder weniger licht eisen stahl oder zinkgrau, und der Glanz, rein metallisch zwar, aber etwas schwach auf polierten flächen dagegen zieht sich erstere mehr oder weniger inf Silberweiße, und letzterer wird sehr stark und spiegelnd.

Diese Eisenteilchen kommen übrigens in beiden erdigen Gemengteilen eingestreut vor, in dem olivinartigen doch offenbar ungleich weniger und zarter, und, wie es beinabe scheint (namentlich bei den Steinen von Charsonville, Upt, Toulouse), um so sparsamer, se unvollkommener derselbe ausgesprochen, und se mehr ähnlich er noch der Grundmasse ist⁷⁹ aber, wie es auf der andern Seite scheint, zumal im vollkommeneren Zustande desselben (wie bei den Steinen von Eichstädt, Timochin, Benares), mehr um ihn herum angehäuft, die Massen desselben gleichsam umgebend, einschließend. Um häusigsten möchten sie wohl oft, in dem ganz besonderen Zustande, sest in die offenbar veränderten Massenteilchen der Grundmasse (wie oben bei dieser erwähnt worden ist) eingehüllt vorkommen.

Von diesem metallischen Gemenyteile hängt, obyleich

⁷⁹ Joward gibt inzwischen, da er doch beide erdige Gemengteile des Steines von Benares möglichst getrennt und für sich analysierte, in beiden ein ganz gleiches Verhältnis von Eisenoryd an, nämlich 34 Perzent.

⁸⁰ Wieder eine Unnäherung des Entwickelungfustandes der Steinmasse der Meteor-Steine und ihrer Gemengteile an die sibirische Eisenmasse.

nicht ganz aufschließlich (da daf eingemengte, und selbst, wie scheint, das chemisch mit den erdigen Teilchen verbundene, mehr oder weniger orydierte Lisen, zumal aber das eingemengte Schweseleisen, bisweilen einige Wirkung zeigen), die Wirkung der Meteor-Steine im Ganzen auf die Magnetnadel ab, die demnach nach dem so sehr abweichenden quantitativen Verhältnisse desselben von dem ganz Unmerklichen bis ins sehr Starke geht, und sener des massiven Gediegeneisens sich nähert. Es modifiziert derselbe ferner, vermöge seines verschiedenen quantitativen Verhältnisses (wobei jedoch der Gehalt der Masse an Lisen-Oryd — an verhülltem ober gar verlarvtem Lisen — und an Schwefeleisen zu berücksichtigen kommt), nicht nur das spezisische Gewicht der verschiedenen Meteor-Steine, und felbst — der oft sehr ungleichen, daher wohl zu berücksichtigenden Verteilung und Linmengung wegen — der Bruchstücke eines und desselben Steines, sondern auch ins besondere, und nach Maßnabe der Beschaffenheit der Teilchen (ob gröber oder feiner, glatter oder zackiger), durch mechanische Zusammenhaltung und durch eine (vielleicht erst in der Kolge durch Orydation in der Utmosphäre) vermittelte innigere Verbindung aller Gemengteile unter sich, die Dichtigkeit und Festigkeit, den Kohäsions und Ungregats-Zustand der ganzen Masse.

Es ist demnach dieser Gemenyteil, zumal derselbe in so vielseitigen Beziehungen, insbesondere im quantitativen Verhältnisse, und in Größe, Form und Verbindung

seiner einzelnen Massen, so auffallende Verschiedenheiten zeint, für die verschiedenen Meteor-Steine sehr charakterisierend, wie er denn auch das Unsehen derselben, zumal auf polierten Slächen, sehr manninfaltin modifiziert, und manche oft ausschließlich dadurch erkennbar und unterscheidbar macht.

In Begleitung dieses Gemengteiles, und zwar wo nicht ausschließlich, doch vorzugsweise nur desselben, 81 und wo nicht ursprünglich, doch stets in der Kolge, wenn die Steine einige Zeit der atmosphärischen Luft ausgesetzt waren, 82 erscheinen auf unvollkommen überrindeten, ursprünglich oder späterhin zufällig von Ainde entblößten Flächen, zumal auf frischen Bruchflächen, und zwar nach Maßgabe der Menge, Größe und Gestalt der Lisen-

⁸¹ Die Fälle, wo dasselbe auch bei deutlich ausgesprochenen Schweseleisen-Massen Statt hat, scheinen mir größten Teilf zweiselhaft. So viel ist gewiss, dass die Erscheinung verhältnismäßig höchst selten ist dei Steinen, die wenig Gediegeneisen, und doch viel, selbst sehr viel Schweseleisen enthalten, wie die von Parma, Mauerkirchen, Siena, Benares, und gar nicht, wo das Gediegeneisen ganz sehlt, wie dei jenen von Chassigny und Stannern, obgleich dei letzteren der Gehalt an Schweseleisen nicht undedeutend ist. Inzwischen glaubte Klaproth doch diese Erscheinung der Verwitterung der Kiespunkte (des sein eingesprengten Schweseleisens) zuschreiben zu sollen.

⁸² Klaproth, der die Meinung hegte, daff die Meteor-Massen und ihre Gemengteile durchaus keiner Einwirkung des Orygens ausgesetzt waren, als etwa der momentanen während des schnellen Durchzuges durch unsere Utmosphäre — vor der sie übrigens auch durch die blitzschnell erzeugte oberflächliche Kinde sogleich geschützt wurden — und daher durchaus keinen Orydations-Justand irgend einef Gemengteilef annehmen zu dürfen glaubte, schrieb diese Erscheinung ausschließlich der späteren Einwirkung der atmosphärischen Luft zu inzwischen scheinen, abgesehen von den leicht zu machenden Einwürfen gegen sene vorgefasste Meinung im Allgemeinen, mehrere Beobachtungen auch gegen diese daher rührende Folgerung zu sprechen. Mehrere ganze und durch vollkommene Überrindung vor dem Eindringen der atmosphärischen Luft geschützte, und dabei ziemlich dichte und kompakte Steine, die ich selbst zu zerschlagen Gelegenheit hatte, und fünf verschiedene, von welchen während meiner Unwesenbeit in Parif beträchtlich Stude — freilich nach Steinschneiderart, aber schnell und mit möglichster Verwahrung gegen Durchnäffung — abgeschnitten wurden, zeigten im Innern ihrer Maffe Siefelbe Erscheinung. Daffelbe beobachtete Bergrath Reuß an einem von ihm zerschlagenen Steine von Lissa, kaum noch drei Monat nach dem Kalle. Dagegen zeigen Bruchstücke von mehreren, an Gediegeneisen sowohl als Schwefeleisen ziemlich reichhaltigen Steinen, die seit vielen Jahren der atmosphärischen Luft, und selbst häusiger Betastung ausgesetzt, auch an einer fläche angeschliffen und poliert worden waren, noch bis zur Stunde keine Spur bavon.

teilchen (vielleicht auch nach der individuellen Beschafsenheit derselben), 83 mehr oder weniger häusige, größere oder kleinere, verschieden gestaltete Flecke, oft nur zarte Punkte, von matter, licht ockergelber, durch eine Reihe von Abstusungen ins Gelblichs und Rötlichbraune, bis ins Dunkelbraune verlausender Farbe, wahre Rostslecke, die sowohl durch die verhältnismäßige Menge, als zum Teil auch durch die Gestaltung und Größe, umso mehr ein charakteristisches Merkmal für viele Meteor Steine abgeben, als sie Metallteilchen selbst aussalten, weit mehr als die Metallteilchen selbst aussalten, auf polierten Flächen aber der ganzen Steinmasse ein ausgezeichnetes, marmoriertes Ansehen geben, so wie sie wohl auch den Zusammenhalt und Kohäsionszustand derselben als versmittelndes Zindungsmittel zu verstärken scheinen.

Es ist bemerkenswert, dass diese Rostslecke, wie es scheint, nie auf den, zumal polierten, flächen der Lisensteilchen, auch wenn sie Jahre lang der Lust ausgesetzt waren — wobei sie kaum etwas von ihrer Politur einbüßten — (wie denn auch das Meteor-Lisen übershaupt, vielleicht wegen der Verbindung mit Nickel, nicht so leicht rostet, und auch mehr der Linwirkung der Säuren widersteht, als gemeines Lisen), sondern immer nur auf ihrer rauen Obersläche und am Rande derselben, insbesondere aber in den erdigen, von mehres

⁸³ Wie einige an Gediegen- und Schwefeleisen ziemlich reichhaltige Steine, z. B. die von Errleben, Tipperary, Limerick, und zum Teil selbst einige von Lissa, zu beweisen scheinen, die kaum eine Spur zeigen.

ren Lisenteilchen eingeschlossenen Zwischenräumen, 84 die sie oft ganz durchdringen, erscheinen, und dass sie oft, wie mir däucht, in Folge der Zeit, einen etwas settigen Glanz, unvollkommen blätterige oder schalige Absonderungen, und ein Pflinz oder Lisenspatartiges, bisweilen fast Zarzähnliches Ansehen gewinnen.

Die Massenteilchen dieser flecke, die bei manchen an Gediegeneisen sehr reichhaltigen Meteor-Steinen (wie 3. 3. bei jenen von Lichstädt und Timochin) beinabe die größere Zälfte der Grundmasse betreffen, zeigen sich unter dem Mikroskope teils als erdige, ochrige, gelbe, pommeranzen- und rötlich-gelbe, zum Teil aber als spatartine, und dann nlänzende oder schillernde, ins Dunkelnelbe und Aothraune ziehende bis ins Glasine. und dann inf Rothe verlaufende, kleine, gleichsam zusammen gekittete Massen, die mit mikroskopisch zarten Metallteilchen gemengt sind, und zum Teil in jene Feldspatartigen Massenteilchen, welche bei der Grundmasse erwähnt worden sind, übergeben. Sie werden von der Magnetnadel lebhaft angezogen, und lassen sich äußerst schwer, zum Teil gar nicht zerstoßen, halten selbst am Umbosse mehrere starke Schläge aus, und geben dann ein mehr oder weniger feines, lichter oder dunkler gelbes oder rötlich gelbes, erdiges Pulver, das zum Teil noch retractorisch ist, und ein oder mehrere Blättchen hartes

⁸⁴Lf scheint demnach, dass ef nicht die Gediegeneisenteilchen selbst sind, welche diese Orydation erlitten haben, sondern vielmehr die Utome von Eisen-Orydul und vielleicht von Schweseleisen, welche sene einbüllen.

und sehr zähes, metallisch glänzendes, licht eisengraues Gediegeneisen.⁸⁵

Der andere metallische Gemennteil, der wohl nie nanz feblen möchte, 86 obyleich er gewöhnlich in einem ungleich geringeren, oft äußerst geringen, und offenbar gerade mit Zunahme des vorhergebenden in einem abnehmenden Verhältnisse⁸⁷ vorhanden, und oft, zumal auf rohen unpolierten flächen, äußerst schwer zu erkennen und vom vorigen zu unterscheiden ist, zeigt sich auf solchen flächen mehr oder weniger häusig und deutlich, in äußerst zarten, meistens mitrostopischen, teils einzeln eingestreuten, teils mehr oder weniger zusammen gehäuften Punkten und Körnern, seltener in größeren, bröcklich oder körnig zusammen nehäuften Massen von sehr verschiedener, nanz unregelmäßiger Gestalt, und mehr oder minder dann verbrochen, zerrissen und zerklüftet, und bei diesem letzteren Vorkommen, von einem unebenen, feinkörnigen, bis weilen versteckt blätterigen, seltener unvollkommen und klein muschlichen Bruche, nicht selten mit kristallinischen

⁸⁵ Auf dieser Beschaffenheit der Massenteilchen scheint wohl hervor zu gehen, dass diese Kostslecke kein Erzeugnisse einer schnellen und oberflächlichen, und bloß durch die atmosphärische Luft bewirkten Orydation des Gediegeneisens, und noch weniger die Folge einer bloßen Verwitterung des Schwefeleisens sein können dagegen geben vielmehr Ansehen, Glanz, Zärte, Sprödigkeit, und die Ligenschaft im Wasser nicht merklich, oder doch nur zum Teil, die Farbe zu ändern, Veranlassung, dieselben mit Eisenspat zu vergleichen.

⁸⁶ Außer etwa bei den Steinen von Chaffigny, wo sich durchauf nichts dafür zu erkennen gibt, und bei deren Analyse auch Vauquelin keine Spur von Schwefel sinden konnte.

⁸⁷ Diesel merkwürdige Wechselverhältnis spricht sich bei den meisten Meteor-Steinen sehr auffallend aus. So sindet man bei den an Gediegeneisen sehr reichhaltigen Steinen von Lichstädt, Timochin, Tabor, Charsonville, kaum ein deutliches Korn von Schweseleisen, und es ist dasselbe äußerst zurt eingesprengt dagegen erscheint es bei den an senem minder reichhaltigen von Ensischein, Sales, Lissa z. schon weit mehr und in größeren Massen bei den eisenarmen Steinen vollends von Siena, Mauerkirchen, Benares, und besonders Parma, und den ganz eisenfreien von Stannern auffallend häusig und in ausgezeichnet großen Massen.

Sacetten, und unbestimmt eckige, ziemlich scharfkantige Bruchstücke gebend.

Es haben diese Körner und Massen stein metallisches Ansehen, und auf rohen Flächen der Steinmasse, zumal die kleinsten derselben, gewöhnlich einen starken, oft sehr starken, spiegelnden, metallischen Glanz, und eine mehr oder minder rein zinkgraue, oft auch beinahe zinn- oder silberweiße, gewöhnlich aber ins Kötliche beinahe wie der Kupfernickel— meistens doch ins Gelbliche, Speis- oder Messing-Gelbe ziehende Farbe. 88 Größere Massen erscheinen bisweilen, obgleich nur selten, matt oder doch minder glänzend, und dunkelgrau oder bräunlich, auch tombakbraun, rostbraun oder kupferrötlich, und bisweilen auch pfauenschweisig, dunkelblau, rot und Messinggelb angelausen.

Geritzt geben diese Metallteilchen sogleich ihre Sprödigsteit zu erkennen, wodurch sie sich von den vorigen sehr auffallend unterscheiden, und mit Gewalt auf der Steinsmasse gebrochen, aus welcher sie sich mehr oder weniger leicht, stückweise aussprengen lassen, kann man sie auch mehr oder minder leicht zum seinsten Pulver zerstoßen und zerreiben, das dann eine mehr oder weniger matte und schwärzliche Farbe annimmt. Zene Sprödigkeit, so wie das ganze Unsehen und Verhalten dieser metallischen

⁸⁸ Diese oft sehr auffallenden Abweichungen in der Jarbe, auf welche schon Chladni ausmerksam machte, und deren nicht selten mehrere in einem und demselben Bruchstucke eines Steines vorkommen, scheinen wohl, zumal sie in einigem Kinklange mit den übrigen Kigenschaften, als mit der Jarte und der Aetractibilität stehen, au fremdartige Beimischungen (Vickel, Chrom, Mangan, Silicium), oder doch auf ein verschiedenes Verhältnis vom Schwefel zum Kisen, oder auf eine anderweitige Justandsverschiedenheit dieses letzteren hinzubeuten.

Massen sowohl im Ganzen als in ihren Massenteilchen, die Entwickelung von Schwesel-Wasserstoffgas bei Zebandlung mit Salzsäure, und vollends die Resultate der Unalysen, geben die Natur dieses metallischen Gemengteibles als Lisen- oder Schweselkies, und zwar, nach letzteren, wegen des geringen Verhältnisses des Schwesels zum Lisen, und da er auch meistens mehr oder weniger auf den Magnet wirkt, als Schweseleisen im Minimum oder als Magnetkies, zu erkennen.

Uuf geschliffenen und polierten flächen erscheint auch dieser Gemengteil ungleich deutlicher, da die kleinsten Teil-

⁸⁹Die meisten bisberigen Unalysen von Meteor/Steinen lassen zwar nur durch einen bestimmt, oft auch ganz unbestimmt, und selbst nur als Spur angegebenen Gehalt an Schwefel auf die gewesene Gegenwart von geschweseltem Eisen als Gemengteil derselben, keinesweges aber auf dessen quantitatives Verhältnif zur Steinmasse, am wenigsten vollends auf deffen individuelle Zusammensetzung und auf das Verhältnis des Schwefels zum Eisen in demselben schließen. Inzwischen hat doch Zoward schon das letztere naher bestimmt, indem er 14 Gran Kief auf einem Steine von Benaref für sich analysierte, und - obyleich mit unberechenbarem Verluste an Schwefel -2Gran deffelben mit 10 1 Gran Lifen verbunden, demnach beiläufin 20 Perzent Schwefel fand. Auf Stromevers neuesten Analysen der Steine von Errleben und Köstritz ergibt sich (aber freilich nach stöchiometrischem Kalküle, wobei ef wohl in Frane stehen dürfte, ob bei diesen rätselhaften Probukten so ganz zuversichtlich barauf anzugehen sein mochte) bei ersteren ein Gehalt an Magnetkies von fast 8, bei letzteren von beinahe 7 Perzent, und bei beiden ein gleichef — freilich präsumtives Mischungsverhältnis von 58 Schwefel zu 100 Kisen (wie es Berzelius für den terrestrischen Magnetkief statuiert hat). Schon Soward hat Nickel — und zwar in einem auffallend großen, unwahrscheinlichen Verhältnif — von beinahe IO Perzent mit diesem Schweseleisen in Verbindung gefunden, und da Vauquelin wenigstenf (Moser und Klaproth nicht) eine Spur von senem Metalle auch in der Masse der Steine von Stannern fand, die doch gar kein reines Gediegeneisen enthalten, so dürfte ef wohl einen beständigen Bestandteil desselben ausmachen.

OLange aber nicht aller, wie schon Graf Bournon ausdrücklich von senem auf den Steinen von Benares, und Klaproth von dem, selbst speisgelben, aus senem von Lissa und Errleben bemerkt, und ich auch von senem auf den Steinen von Siena und Mauerkirchen behaupten kann, von welchem auch nicht die kleinsten Utome von der Magnetnadel in Bewegung gesetzt werden übrigens in sehr verschiedenen Graden. Äußerst schwach z. B. wirkt sener auf den Steinen von Parma, und mehr en masse als im Pulver, vielleicht bloß in Solge der umgebenden oder anhangenden Utome von Gediegeneisen oder Eisen Orydul hier und da einiger auf der Masse der Steine von Siena und Lissa, etwas starker äußerst stark dagegen und selbst in den kleinsten Utomen, sener auf den derben Gediegeneisen Massen. Und sich glaube bemerkt zu haben, dass der verschiedene Grad von Retractibilität dieses Kieses überhaupt mit der Menge und Masse des vorhandenen Gediegeneisens in einem Verhältnisse siehe. Ob derselbe übrigens von den oben erwähnten verschiedenen metallischen Beimischungen, oder von einer Justandsverschiedenheit des Eisens, oder von dem Mischungsverhältnisse des Schwesels zum Eisen abhänge, will ich vor der Zand dahingestellt sein lassen, und nur die Unalytiker darauf ausmerksam gemacht haben.

chen mehr zur Ansicht kommen (obgleich viele während des Schnittes ihrer Sprödigkeit halber ausgesprengt werden mögen), und sich besser, ja oft ausschließlich nur hier, von jenen des Gediegeneisens unterscheiden lassen, indem sie immer einen etwas schwächeren Glanz (wahrscheinlich als Folge des Unlaufens durch die angewendete Feuchtigkeit während des Schnittes) und eine dunklere, stets in Stahloder Zink-Graue fallende, und meistens ins Aötliche oder Gelbliche ziehende Karbe haben, und sich gewöhnlich (zumal wenn in etwas größeren Massen), rissig, zersprungen und zerklüftet, oder äußerst zartkörnig angehäuft zeigen. Sie sind übrigens mehr oder weniger häusig, sehr ungleichförmig durch die ganze Steinmasse zerstreut, und ebenso wie die Gediegeneisenteilchen in der Grundmasse fowohl, alf, und zwar in einem ähnlichen geringeren Verhältnisse, im olivinartigen Gemengteile, und erscheinen als äußerst zarte, oft mikroskopisch seine Punkte, entweder einzeln oder gruppiert, und in größeren oder kleineren, teils zart und vielfach ausgezackten und ausgeschlitzten, teils scharf begrenzten, Sichten flecken.

Von dem ganz mikroskopisch seinen Vorkommen dieser Kiesteilchen und deren innigen Verbindung mit den Gebiegeneisenteilchen, ist bereits oben bei diesen Erwähnung geschehen so wie auch, dass sie nur selten, wenn se, unmittelbar von Rostslecken begleitet sind.

Es ist dieser Gemenyteil⁹¹ für manche Meteor-Steine

⁹¹ Dieser Gemengteil ist es vorzüglich, der die Erklärung, selbst mancher Nebenerscheinungen

fehr charakteristisch (zu welchem Ende aber notwendig eine fläche des Steines abgeschlissen werden muss), teils durch seine Menge (wie für die Steine von Benares, Lissa, Parma zc.), oder durch seine Seltenheit (wie für sene von Lichstädt, Timochin, Tabor, Charsonville zc.), teils durch die Größe oder ausgezeichnete Farbe seiner Massen (wie für die Steine von Parma, Stannern, Mauerkirchen, Benares zc.).

Außer senen vier, strengen Sinnes zur Wesenheit der Meteor Steine, als gemengten Massen, gehörigen, dem freien Auge mehr oder weniger leicht unterscheidbaren Gemengteilen, sindet sich, wenigstens bei vielen, wo nicht allen, noch ein fünfter, der aber, auf rohen sowohl als auf geschlissenen Flächen der Steine, meistens nur mit Zülfe eines Vergrößerungsglases, und selbst dann nur schwer und sparsam, am leichtesten noch und am häusigsten in der gröblich gepulverten Steinmasse unter dem Mitrostope aufgesunden werden kann, und der in Gestalt äußerst zarter, unförmlicher, sehr ungleichsörmig verteilter und

und Veränderungen, welche mit diesen Massen offenbar in unserer Atmosphäre erst vorgeben, so schwierig macht, und zu den widersprechenosten Zypothesen Veranlassung gab. So ließe sich z. 2. wie ef denn auch, jenef und manchef andern Einspruchef unneachtet, ziemlich allnemein geschieht Saf Leuchten, Blüben, Sunkensprüben und endliche Zerplatzen der Seuerkugeln, und vollends die Bildung der Rinde (anscheinend! das ausgesprochene Produkt eines gewöhnlichen Schmelz-Prozesses) über die vereinzelten Bruchstucke derfelben, durch — unter mehr oder weniger annehmbaren Vorauffetzungen zuläffliche — Entwickelung oder Freimachung von Warmestoff am kürzesten und leichtesten erklären, wenn nicht das häufige Vorkommen dieses Gemennteiles in der nanzen Masse, und felbst an der Oberfläche, und nang dicht unter der Ainde der Steine, und namentlich auch in den ganz reinen und derben Gediegeneisen-Massen, im ganz unveränderten Zustande seiner oft auff böchste aufgesprochenen metallischen Beschaffenheit bei bessen leichter Zerstörbarkeit durch Litze bagegen stritte, umfo mehr alf diese, wenigstenf in unserer Atmosphäre, dem Einflüsse des Orygens, und bei der schweren Schmelzbarkeit der Stein- und vollends der Eisenmassen (welche letztere nerade durch ihr scheinbar geschmolzenes Unsehen manche Physiker verleiteten, sie geschmolzen flüssig bif zur Erde gelangen zu machen), einen Grad voraussetzen wurde, mit dem sich das Bestehen eines Schwefeleisens schlechterdings nicht vereinbaren ließe.

einzeln eingestreuter, nur höchst selten in äußerst kleinen Partien zusammen gehäufter, von der Masse sest eingeschlossener Punkte oder Körner von matter, schwärzlichsbrauner oder schwarzer Farbe erscheint. Es zeigen sich diese Körner leicht zerreiblich, und geben ein gleichsörmisges Pulver sie werden mehr oder minder lebhaft von der Magnetnadel angezogen, und sind wohl ohne Zweisel für ein Oryd oder Orydul von Eisen, von Mangan etwa

⁹² Bekanntlich hat Klaproth, dem wir in Deutschland die frühesten Unalysen, und im Ganzen wo ich nicht irre — die von sieben verschiedenen Meteor/Steinen verdanken, die Vermutung geäußert: ef käme das Eisen in allen Meteor-Steinen, ohne Ausnahme, selbst in jenen, wo sich durchauf keine Spur davon, weder physisch noch oryktognostisch, als rein und gediegen zu erkennen mibt (wie z. B. in jenen von Stannern — wovon er doch felbst ein Stück analysierte —), stets nur im regulinischen Zustande vor, und dass selbst senes — wie auch der Nickel und das Manyan sich in einem größeren oder geringeren Unteil, auch chemisch ausgesprochen, im offenbar orydierten Zustande fände, nicht ursprünglich so in denselben enthalten gewesen, sondern erst — so wie die Rostflecke — später alf Folge der Oxydation des zuvor frei und gediegen vorhanden gewesenen, in ber atmosphärischen Luft entstanden sei dass dagegen alles physisch und oryktognosisisch unerkennbare und demisch mit den erdigen Gemengteilen verbundene Lisen regulinisch in diesen (im oppgenfreien Zustande mit den einfachen Erden verbunden), in einer gegenseitig sich durchdringenden Mischung (wodurch auch deffen Wirksamkeit auf den Magnet aufgehoben werden kann) demnach bloß verlarvt — sich befinden möchte. Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass die Motive, welche diese Mutmaßung veranlassten (die höchst wahrscheinliche Serstammung dieser Massen aus Regionen, wo, ebenso wahrscheinlich, kein Orvgen vorhanden sei — das häusige Vorkommen des so rein ausgesprochenen, ganz unveränderten, und doch so leicht zerstörbaren Schwefeleisens in denselben die Ermangelung irgend einer Unzeige von Orygen Gehalt bei den wiederholten Unalysen — und endlich die Refultate des Kalkulf bei Bestimmung des quantitativen Verhältnisses der verschiedenen Bestandteile der von ihm zerlegten Steine —), dieselbe gerade nicht abnötigten, im Gegenteil manche Einspruche nestatten (wovon gleich einen 3. 3. der Justand der übrigen Gemengteile, sener ber erdigen Bestandteile, als Oryde metallischer Basen, machen dürfte), und dass damit die bestimmt aufgesprochenen Befunde anderer Unalytiker im offenbaren Widerspruche stehen, welche den Gehalt ber Meteor-Steine an orydiertem Eisen und andern Metallen (Mangan, Chrom, Aidel), und zwar nicht bloß im Zustande von medsanischer Linmengung (in welchem Kalle derselbe etwa nach Klaproth alf Produkt späterer Erzeugung angesehen werden könnte), sondern ganz verlarvt und chemisch mit den erdigen Bestandteilen verbunden, unwiderleglich dartun. (So erklärte Soward allen Gehalt an Eisen der von ihm analysierten Steine — insofern sich daffelbe nicht als gediegen oder geschweselt aufsprach, — so Vauquelin — der, meines Besinnens, sogar an irgend einem Orte, alles, selbst das vollkommen regulinisch vorkommende Meteor-Æisen (wahrscheinlich der beobachteten partiellen Sprödigkeit und in eben dem Grade schweren Schmiedbarkeit wegen) stets als etwas orydiert erklärt — ebenfo, und namentlich den nanzen, allem Unsehen nach durchaus verlarvten, boch 31 Perzent betragenden Eisengehalt des Steines von Chassing fo Moser und derselbe jenen von 27 bif 29 Perzent — wovon nur wenig auf den vorhandenen Kief fällt, und eben so wenig sid alf freies Oryd ausspricht — der Steine von Stannern, für vollkommen orydiertes Eisen so gibt endlich Stromeyer den Gehalt an wahrhaft — aber nur oppdulirten — Lisen der Steine von Errleben und Köstritz auf 5 Perzent an.) Inzwischen verdient doch, meines Erachtens, Klaproths Vermutung noch alle Beachtung und besondere Aufmerksamkeit, und dies umso mehr, als dieselbe

zum Teil, und vielleicht auch von Chrom anzusehen.

Jöchst selten, und nur bei einigen Meteor-Steinen (nach meiner Überzeugung und deutlich nur bei senen von Chassigny und Lissa) erscheint dieser Gemengteil in etwas größeren, ebenso zerstreuten Massen von beinahe pechschwarzer Farbe, und ziemlich starkem, etwas settigem Glanze, die wenig oder gar nicht auf den Magnet wirken.

Sür Partikelchen von Rinde Substanz, wofür sie, wenigstens zum Teil, Chladni anzusehen geneigt ist, kann man diese Körner, zumal ersterer Urt, nicht wohl erkennen, da sie nicht nur in ganzen Unsehen und durch ihre Retractibilität (vorzüglich bei Steinen, wo es die Utome der Rinde gar nicht sind, wie z. Z. bei senen von Stannern, wo sie doch gerade am häusigsten vorkommen) sich davon unterscheiden, sondern auch die Urt des Vorkommens und der Einmengung aller — so sparsam und verseinzelnt, und überhaupt so selten, — so mikroskopisch

durch die — oben in einer Mote bei den Gediegeneisen — bereits erwähnten Umstände (der innigen, wenn gleich nur mechanisch scheinenden Verbindung der Eisen- und Erdeteilchen, selbst in den mikroskopischen Massenteilchen, — der selbst auf chemischem Wege erst möglichen, vollkommenen Scheibung beider, — dem bei verschiedenen Meteor-Lisen so merklich abweichenden, und bei senem auf Meteor-Steinen so auffallend geringen spezisischen Gewichte, und den anscheinend verschiedenen Graden von Aetractibilität desselben —) neue Bekräftigung zu erhalten scheint, und in der, dem chemisch ausgewiesenen oder sinnlich wahrnehmbaren Gehalte an Eisen, ost nicht entsprechenden Ungabe def spezisischen Gewichts mancher Steine, und selbst, wie mir däucht, in obigen und manch andern, ziemlich sich widersprechenden Resultaten, insbesondere aber in jenen der, gewiss höchst verläfflichen Analysen Stromevers (nach welchen ein nur sehr geringer Teil — und zwar bei anscheinend nur wenig Gediegeneisen und Kief führenden Steinen — von Kisen, und dief nur im Minimum orydiert, dagegen ein bedeutenderer Unteil an regulinischen ausgewiesen wird, alf nach jenem Unscheine erwartet werben sollte, wovon bennach ber Überschuff in den erdigen Gemennteilen verlarvt enthalten sein müsste) einige Bestätigung sinden möchte. Dass Silicium sene Verbindung weninsten vermitteln muffte, durfte wohl ebenso nut hier, als bei den von Daniell und Berzelius gefundenen ähnlichen Verbindungen von Rieselerde mit metallischem Eisen, und von Laugier in sibirischen, voraukusetzen sehn, worauf vielleicht schon der besondere Zustand, in welchem alle obine Unalytiker die Riefelerde in den Meteor-Steinen überhaupt nefunden haben, hindeutet.

zart und isoliert, gar nicht in die Steinmasse übergehend (wie dies doch bei der oberflächlichen Kinde im Kontakte mit jener so auffallend Statt hat), und in einem gekörnten Zustande — mit seder möglich denkbaren Urt von Entstehung und Bildung von Ainde-Substanz mitten in der Steinmasse, namentlich aber mit jener durch Einknetung, im Widerspruche steht. Leichter könnte man diese Körner, wenigstens letztere, dunklere, glänzende, mit dem olivinartigen Gemengteile oder mit der Substanz, die auch in Udern vorzukommen pflegt, und von welcher soyleich die Rede sein wird, verwechseln, mit welchen diese aber auch (zumal sene in den Steinen von Lissa) ziemlich gleicher Natur sein möchten. Um häusigsten und deutlichsten, und zwar größten Teils von bedeutender, dem freien Auge wenigstens erkennbarer Größe, kommen derlei Körner in der Masse der Steine von Chassigny vor. Diese scheinen aber eben so wenig orydiertes Lisen als Kinde-Substanz zu sein. Dem ersteren widerspricht nämlich die pechschwarze Farbe, der starke, etwas settige Glanz, das kristallinische Unsehen und die gänzliche Unwirksamkeit auf die Magnetnadel, ausgenommen in einzelnen wenigen, mikroskopisch kleinen Splittern, insofern auch die ganze Steinmasse einige Wirksamkeit äußert dem letzteren aber — nebst obigen Gründen in Betreff der Art des Vorkommens und der Linmengung — Farbe, Glanz, und die ganze Beschaffenheit, verglichen mit der oberflächlichen, ganz eigenen Ainde dieser Steine, die

überdies, obyleich schwach, doch merklich genug auf den Magnet wirkt.

Der ausgezeichnete Gehalt dieser Steine an Chrom, von 2 Perzent, welches Metall hier, nach Vauquelin, rein und regulinisch vorkommen soll, lässt mit allem Grunde vermuten, dass es dieses Metall sei, welches hier auf solder Urt erscheint, indes dasselbe in den übrigen Meteore Steinen, wo es bisher, fast durchgehends zwar, aber nur als Spur, oder in der sehr unbedeutenden Menge von his I Perzent gesunden worden ist, wahrscheinlich aus gleiche Urt eingestreut, aber, nach Stromeyers Vermustung, immer als Oryd und in Verbindung mit Lisen, als wahres Chromeisen, vorkommt.

Dass sene Utome von orydiertem Lisen am häusigssten und mikroskopisch zart, in Begleitung und inniger, wenn gleich mechanischer Verbindung mit den eingemengsten Gediegeneisenteilchen, selbst bei deren mikroskopischen Erscheinen in den Massenteilchen der erdigen Gemengsteile, im Gefolge letzterer, und wahrscheinlich in Gesellsschaft von ähnlichen Kiessukomen, vorkommen, dieselben gleichsam einhüllen, und sich erst bei Sletschung derselben als schwarzes, mehr oder weniger retractiles Pulver zu erkennen geben, und dass es vorzüglich diese Utome sein möchten, von welchen die Roskslecke in der Steinmasse vorzugsweise herrühren — ist bereits bei Beschreibung des Gediegeneisens bemerkt worden, und dass dieselben einen wesentlichen Linsluss auf den Kohäsions-Justand,

den Magnetismus, auf das spezisische Gewicht, und mittelbar wenigstens, auf das äußere Unsehen der Steinmasse im Ganzen haben müssen, ergibt sich aus ihrer Natur und dem hierüber Vorgebrachten.⁹³

Köchst merkwürdig aber ist wohl das Wechselverhältnis, welches — insoweit auf dem äußern Unsehen und den Resultaten der, leider in dieser Beziehung nicht hinlängs lich befriedinenden. Unalvsen neschlossen werden kann zwischen dem Gehalte der verschiedenen Meteor-Steine an Lisen in diesem mehr oder weniger orvdierten Justande (als Orvd oder Orvdul — wenn es sa bei diesen rätselhaften Kossilien keine anderen Mischungsverhältnis se zwischen Eisen und Orvnen — so wie zwischen Eisen und Schwefel — neben sollte — als man bei den ähnlichen Verbindungen in terrestrischen Fossilien als Norm annehmen zu dürfen sich berechtigt glaubt), und senem in ausgesprochen regulinischem zu bestehen scheint, indem ersterer — offenbar oder verlarvt — in dem Make vor waltet, als letzterer — wenigstens offenbar — in einem geringeren vorhanden ist.94

⁹³ Das quantitative Verhältnis dieses orydierten Lisens im freien Justande, als wahrer Gemenyteil, kann übrigens — dem Ansehen nach — im Allgemeinen nur sehr gering, und, zumal bei Steinen, von welchen ein bedeutender Gehalt an Lisen im Ganzen, chemisch ausgewiesen, aber wenig, oder vollends gar keiner als regulinisch oder geschweselt, oryktognostisch ausgesprochen ist, im Verhältnis zum chemisch gebundenen oder verlarvten, — nur höchst unbedeutend sein.

⁹⁴ Der Total Gehalt an Eisen in allen Juständen und Verbindungen, in welchen dasselbe vorzukommen pflegt (rein metallisch, und zwar frei, oryktognostisch ausgesprochen, oder als solches vielleicht auch verlarvt mehr oder weniger mit Schwefel vererzt als Eisen oder Magnetkies, und mehr oder weniger mit Orygen verbunden, als Oryd oder Orydul, und als solches wieder mechanisch eingemengt oder chemisch gebunden), zusammen genommen, und alles auf Oryd reduziert, wie es durch die Analyse der Steinmasse ohne mechanische Absonderung gewonnen wird, weicht bei allen bisher bekannten, dem Ansehen nach auch noch so verschiedenartigen Meteor-Steinen nicht sehr ab, schwankt gewöhnlich nur zwischen 30 und 40, und steint nur in höchst seltenen Källen bis gegen 50

Meteor-Steine im Allgemeinen zwei ebenso auffallende als merkwürdige Beschaffenheiten zu erwähnen, die, wenn sie gleich nicht zu ihrer Wesenheit gehören, und sich gerade nicht bei allen Steinen sinden, doch sehr häusig erscheinen, und als bedeutende Justandsveränderungen der Steinmasse, wo nicht als heterogene Gemengteile, anzusehen kommen, und deren höchst rätselhafte Entstehung und Bildung einerseits mit mancher der gangbaren Theorien über die Zerkunft und die ursprüngliche Entstehung und

Perzent von der gesamten Steinmasse. Davon beträgt das regulinische, sinnlich wahrnehmbare, wenn ef nicht, was sedoch sehr selten der Sall ist (wie bei den Steinen von Chassigny, Stannern, Allaifz), yanz fehlt: von I bij I9 Perzent — wahrscheinlich wohl noch etwas mehr — bas yeschwefelte, wenn ef nicht, was jedoch noch seltener der Sall ist (wie bei jenen von Chassigny, Alaisz-), ganz fehlt: von I bif etwa I2 ober I5 und daf orydierte endlich — wovon jedoch in keinem Kalle mehr alf einige wenige Perzente medianisch eingemengt sein dürften — das Ganze oder den Rest jenef Total-Gehaltes. Jene Steine, welche dem Unsehen und dem spezifischen Gewichte nach am reichhaltigsten an medzanisch eingemengtem, zumal gediegenem Eisen sind, enthalten im Ganzen eben nicht bedeutend mehr alf jene, wo sich wenig oder selbst gar nicht foryktognostisch und phyfisch nachweisen lässt. So steht von ersteren, deren spezisisches Gewicht = 3,7 ist (den Steinen von Lichftäst, Timochin, Charfonville), der Total-Gehalt an erhaltenem Oryd beiläufig zwifchen 36 und 43, bei letzteren, deren spezissischer Gewicht zwischen I,9 und 3,3 ist (den Steinen von Alais, Stannern, Benaref, Eggenfeld, Parma 3c.), zwischen 30 und 40 Perzent. (Merkwürdig ist, dass daf spezifische Gewicht der Steine von Chassigny, bei welchen sich doch leine Spur von mechanisch eingemengtem Eisen oder — außer seinen sparsamen, schwarzen Utomen — von einem andern Metalle findet, und deren Eisengehalt, nach Vauquelins Ausweiß, selbst nur 31 Perzent an Oryd beträgt, beinahe daf Mittelgewicht der Meteor-Steine überhaupt übersteigt, indem daffelbe nach eigener Wiegung 3,55 beträgt.) Bei jenen an Gediegeneisen befonders reichen Steinen endlich, und namentlich bei jenen von Lichstädt, verhält sich der Gehalt an Lisenoryd zu dem an Gediegeneisen, nach Klaproths Angabe (die aber nicht befriedigend ist, indem er das gediegene Metall mit dem Magnete außog, daher vielef, waf in den erdigen Teilchen verhüllt war, mit in die Auflösung von diesen brachte, und durch die Operation als Oryd erhielt), wie 16,50: 19, und bei senen von Timochin (bei gleichem Verfahren) wie 25: 17,60, oder nach A. A. Scherer, wie 17,50 : 17,75. (Von den Steinen von Charsonville gibt Vauquelin den Total-Gehalt an Eisen mit 25,8 regulinisch an, wie er ihn nach Kalkül des durch die Operation im Ganzen erhaltenen Orydes herausbrachte). Bei den an Gediegeneisen besonderf armen Steinen dagegen, und namentlich bei jenen von Benares, nach Zoward, verhält sich der Gehalt an Eisenoryd zu dem an ersterem, wie 34: 2 bei jenen von Siena, nach Klaproth, wie 25: 2,25 bei jenen von Mauerkirchen, nach Imhof, wie 40,24: 2,33 und bei jenen von Eggenfeld, nach demselben, wie 32,54: 1,8 (wobei freilich auch nach Klaproths Methode verfahren worden sein mochte). Nach Stromeyers ungleich genaueren und umfichtigern Analysen ergab sich für die Steine von Errleben und Köstritz, die bem Unsehen nach (erstere mehr) zu den mittel reichhaltigen an Gediegeneisen gehören, und deren spezifisches Gewicht zwischen 3,6 und 3,5 steht, ein Verhältnis von 5,57 und 4,89 an Orydul zu 24,41 und 17,48 an metallischem Eisen, mit Inbegriff des Schwefeleisens.

Bildung der Massen selbst, sehr im Widerspruche stehen, andererseits in der Folgezeit, wenn sie bei vervielfältigten Beobachtungen und weiteren Untersuchungen einst befriedigend sollten erklärt werden können, manche Ausklärung in letzterer Beziehung erwarten lassen dürften.

Die eine dieser Justandsveränderungen der Steinmasse ist das Vorkommen derselben als scharf begrenzte Abern oder Gänge von verschiedener Mächtigkeit und Dicke die andere bezeichnet das verschiedene Aussehn derselben auf scheinbaren, zum Teil wirklichen Absonderungsflächen von verschiedener Ausbehnung, mitten im Innern der Steine.

Das erstere Vorkommen sindet sich — wie ich mich nun überzeugt habe — bei sehr vielen, und höchst wahrschein- lich, mehr oder minder häusig und deutlich ausgesprochen, wohl bei den meisten Meteor-Steinen. Es zeigen sich nämlich auf rohen, und noch deutlicher auf geschnittenen, zumal geschliffenen Flächen der Steinmasse von einigem Flächeninhalte, einzelne oder mehrere, oft sehr viele,

⁹⁵ Ich habe zuerst (1808) auf das rätselhafte Vorkommen dieser Abern in der Masse der Meteor-Steine bei Gelegenheit der Beschreibung sener von Stannern, obgleich sie in diesen nur äußerst selten und gewisser Maßen unwollkommen sich zeigen, ausmerksam gemacht. Beinahe gleichzeitig erwähnte ihrer Zerr Bergrath Reuß bei Beschreibung der bei Lissa gefallenen Steine, in welchen sie am häusigsten vorzukommen scheinen. Erst an den Steinen von Charsonville machten Bigot de Morogues, Zauv und Vauquelin dieselbe Beobachtung, und in ihrer Beschreibung (1811) als von etwas ganz Neuem und Merkwürdigem, Erwähnung davon. In der Folge (1814) gaben die Steine von Agen Gelegenheit zur Erneuerung dieser Beobachtung, welche inzwischen Chladni und ich bereits an vielen, zum Teil lang bekannt gewesenen, älteren Meteor-Seinen zur Genüge gemache hatten. Nach neuerlichster Untersuchung kann ich sie nun an, mitunter ziemlich kleinen, Bruchstucken von solgenden Meteor-Steinen nachweisen: von Lisa, Agen, Doroninsk, Charsonville, Chantonnay, Ensisheim, L'Aigle, Barbotan, Norkshire, Laponas, Sigena, Toulouse, Salés, Apt, Tipperary, Weston, Stannern und bei den meisten übrigen mir außer diesen noch bekannten Meteor-Steinen möchte es wohl nur an der individuellen Beschaffenheit des vorhandenen Bruchstucks oder seiner Bruchslache liegen, dass ich nicht dassselbe zu tun im Stande bin.

kürzere oder längere, gerade laufende oder bogenförmig gekrümmte, auch mehrfach gebogene Udern, von sehr verschiedener, bald im ganzen Verlaufe gleichförmiger, bald allmählich abnehmender, bald sehr und stellenweise jäh und stark abs oder zunehmender Breite und Mächtigkeit, und zwar vom Zaarfeinen, kaum dem freien Auge sichtbaren, bif — was jedoch höchst selten — zu 3 Linien, welche nach allen Richtungen, und oft von einem Rande der Fläche bis zum andern entgegen gesetzten, und zwar an einem oder dem andern — aber nicht immer mit dem breiteren Ende — bisweilen auch an beiden Kändern, aber auch sehr oft an keinem, an die etwa da befindliche Kinde anstehend, oft aber auch ganz isoliert und frei im Mittel der fläche oder der Steinmasse verlaufen. Es sind diese Udern teils, obyleich selten, ganz einfach, teils mehr oder weniger, oft sehr häusig ramisiziert, und es gehen die Uste und Zweige von verschiedener Stärke und Länge, übris gens von ähnlicher Beschaffenheit, wie der Zauptstamm, unter oft sehr spitzigen Winkeln, nach allen Richtungen von demselben ab, und verlaufen auf ähnliche Weise gegen die Ränder oder mitten in der Masse sie sind nicht selten wieder zerästelt, durchsetzen und durchschneiden sich, münden sich in einander ein, oder laufen zum Teil auch eine Strecke parallel — wie dief alles nicht selten selbst die Zauptstämme, wenn deren mehrere vorhanden sind, zu tun pflegen — und bilden oft ein ziemlich enges, sehr ungleiches Metz oder Adergeflecht. Oft gehen diese Adern,

als Gänge, in eine beträchtliche Tiefe mit gleicher oder abnehmender, auch wohl veränderlicher Mächtigkeit, oft bei ansehnlicher Dicke des Stückes, auf einige Zolle aber dieselbe Ader nicht durchauf auf gleiche Tiefe. Manche scheinen wohl bis an die Oberfläche des Steines zu gehen, die bei weitem meisten aber nicht, und viele nur auf eine höchst unbedeutende Tiefe, so dass nach diesem und obigem manche — und dies möchte wohl die meisten treffen — ganz auf das Innerste der Steinmasse beschränkt sind, und mit der Oberfläche und der Außenrinde in gar keiner Verbindung stehen andere nach einer oder zweien, wieder andere vielleicht nach allen Richtungen ganz durchgehen. Nie scheinen diese Gänge auf irgendeine Tiese ganz senkrecht, sondern immer mehr oder weniger schief durch die Steinmasse zu setzen.

Die Masse, welche diese Abern und Gänge bildet, ist im Wesentlichen, die Farbe abgerechnet, von der übrigen Steinmasse im Allgemeinen nicht verschieden, indem sie im Gegenteile eine in seder Beziehung ganz ununtersbrochene Fortsetzung von dieser ausmacht, und außer der scharfen Begrenzung durch die Farbe, durch gar nichts, das z. B. einem Salbande gliche, geschieden ist, sondern vielmehr unmittelbar in dieselbe übergeht. Sie zeigt dieselsbe Textur, dieselbe Beschaffenheit der Obersläche sowohl im Bruche als im Schnitte, dasselbe, meistens doch ein etwas seineres, Korn, nur mehr Dichtheit, Sestigkeit und Zärte — beiläusig so wie der olivinartige Gemengteil

in einem mittleren Grade von Aufbildung — daher sie auch geschlissen — so wie dieser — eine höhere Polietur und einen etwas settigen Glanz annimmt, und sie enthält ebenso wie die übrige Steinmasse, Gediegeneisen eingesprengt vom olivinartigen Gemengteile, nach der gewöhnlichen Art seiner Ausscheidung und Zegrenzung, konnte ich aber nie etwas in ihr bemerken. Nur, wiewohl höchst selten, und an einzelnen Stellen besonders breiter Abern, zeigt sie eine schwache Anlage zu einer schiefrigen Textur. Sie zeigt denselben, gewöhnlich nur etwas, höheren Grad von Wirkung auf den Magnet wie die übrige Steinmasse, aber einen merklich geringeren als die Kinde desselben Steines.

Das beinahe einzige und wesentlichste Merkmal, woburch sich die Masse dieser Abern und Gänge von der übrigen Steinmasse unterscheidet, ist die Farbe. Diese ist schwärzlich, oft beinahe schwarz, gewöhnlich aber graulich oder bläulich schwarz, oder bläulich und mehr oder weniger dunkel schieser grau, nie so pech oder kohlschwarz, wie die Rinde an manchem solcher Steine, am wenigsten braun, wie diese an den meisten, und ohne allem metallischen Ansehen dagegen oft genauso, wie der olivinartige Gemengteil im ausgesprochneren Justande in denselben oder in andern Meteor Steinen zu erscheinen pflegt. Aur auf polierten flächen zeigt diese Gangmasse einen mehr oder weniger ausgezeichneten, etwas setztigen, und dem olivinartigen Gemengteile im ausgesprochne

ren Justande ähnlichen Glanz, auch, wenigstens bei dem einen Steine von Stannern, wo auch die Farbe den dunkelsten Partien senes Gemengteiles entspricht, ein ähn-liches, zerrissenes und zersprungenes, gleichsam gekörntes Unsehen.

Es ist bemerkenswert, dass sich diese Adern und Gänge am häusigsten und ausgezeichnetsten in solchen Meteorsteinen sinden, die sich — mit Ausnahme sener von Stannern, wo sie übrigens nur an einem unter so viellen gesehenen Bruchstücken, und auch hier nur in einem unvollkommenen Justande beobachtet wurden — durch eine beträchtliche Dichtheit, Sestigkeit und Innigkeit des Kohässions-Justandes sowohl als des Angregats-Justandes außeichnen (wie die Steine von Lissa, Agen, Charsonville, Chantonnay, Ensisheim zc.), und gerade in solchen, wo der olivinartige Gemengteil nur sehr wenig, oder doch nur als solcher unvollkommen ausgesprochen und nicht sehr mannigsaltig erscheint (wie dies ebenfalls bei den genannten Steinen der Kall ist).

Vauquelin und Chladni halten die Substanz dieser Adern und Gänge für ganz homogen mit der Aindenmasse, inzwischen ergibt sich auf obigem, dass sie in der Farbe stark, in der Textur und übrigen Beschaffenheit aber ganz und gar von dieser abweicht (wie sie denn auch gar keine Porosität und nirgend einen Übergang in die Steinmasse zeigt, welches beides, wenigstens nach meiner Ansicht hinsichtlich ihrer Entstehung und Bil-

dung, so gut wie bei der oberflächlichen Ainde der Fall sein müsste), dagegen ungleich mehr Ühnlichkeit mit der übrigen Steinmasse, zumal mit dem einen Gemengteile derselben erkennen läßt.⁹⁶

96 Vauquelin erklärte die Entstehung dieser Adern und Gänge, nach obiger Voraussetzung und in Annahme einef wahren Schmelz-Prozessef zur Erzeugung der Ainde (durch Erhitzung in der Luft während des Durchzuges und Miederfallens der Steine), wie jene der Außenrinde: durch Verbrennung des Eisens und Verschlackung der Erden durch die atmosphärische Luft, welche durch einen Aiff, den der Stein im Glüben bekam, und der nach der Zand wieder zusammengebacken wurde, in die Masse eingedrungen war. Allein gegen diese Mutmaßung streiten auch jene Unnahme hinfichtlich der Bildung der Ainde im Allgemeinen zugeben könnte nur die erwähnte Verschiedenheit der Substanz dieser Abern von jener der wahren Ainde, sondern die ganze Beschaffenheit und alle Eigenschaften sener, welche durchaus die Idee verbannen, dass sie, zumal späterhin, durch Risse oder Sprünge der Steinmasse entstanden sein können. So die Umstände: dass diese Gänge bisweilen nach allen Richtungen durch die ganze Masse durchsetzen, baher biefe an folden Stellen notwendig zerfallen fein muffte dagegen oft gang in der Mitte mit gar keiner oder nur äußerst schwacher Verbindung nach Außen erscheinen, wo demnach keine Lust eindringen konnte oft nach Außen äußerst dunn, haarfein, im Verlaufe nach Innen aber bei einer Linie dick, was gerade bei einem Aisse umgekehrt sein müsste bald im ganzen Verlaufe von gleicher, bald von sehr und wiederholt abweichender Dicke sich zeigen dass sie ästig, verworren, beinahe ein Metz bildend, sich durchkreuzen, durchschneiden u. s. w., folglich einzelne Stücke umschließen, die fich hätten loftrennen muffen daff viele zu fein für Aiffe, nach der Beschaffenheit der Steinmaffe, auch oft zu grob — bis 3 Linien dick — als dass von Außen der Aiss nicht sichtbar geblieben sein oder das Stück sich nicht losgetrennt haben sollte, u. s. w.

Chladni meint dagegen (wie bereitf oben bei Erklärung der fünften Sigur der vorhergehenden Tafel erwähnt worden ist), ef wären diese Gänge oder (nach seiner Unsicht) Lagen durch das zufällige Jusammentreffen und Jusammentleben bereits losgesprengter und schon überrindet gewesener Bruchstücke von Steinen, während ihref Niederfallenf, mit ihren flächen aneinander, entstanden. Allein außerdem, dass (wie an jenem Orte bemerkt worden ist) ein solches Zusammentressen nicht wohl denkbar, ein foldes Zusammenpassen, ein so festes, inniges Vereinigen und Zusammenkleben zweier, nach Aufdehnung, Bruch, Umriff u. f. w. gewiff oft ganz verschiedenartigen Slächen zweier Steine, ober — wie ef nach der netzartigen Durchkreuzung jener Ubern anzunehmen nötig wäre der Slächen gar vieler Bruchstücke gleichzeitig, gar nicht begreiflich ist so stehen mit dieser Meis nung nicht nur alle obigen Wahrnehmungen, am offenbarsten wohl sene, dass diese Lagen nur selten nach allen Dimensionen des Steines ganz durchsetzen, oft gar nicht nach Außen irgendwo anstehen, sondern ganz im Mittel der Masse eingeschlossen sind, -— fondern infbefondere noch folgende im Widerspruche: die Feinheit und oft haarscharfe Gleichförmigkeit dieser Gänge, da doch die Bruchflächen und felbst die überrindete Oberflache der Steine immer sehr uneben sind, und die dunnste Rinde wenigstens drei Mahl dicker zu sein pflegt dagegen oft wieder die Dicke derselben, welche jene der gewöhnlichen Kinde bisweilen ums Sechsfache übersteigt keine Spur von einer doppelten Schichte, die sich doch erkennen lassen müsste, wo sie von zwei überrindeten Slächen zusammen traf keine Spur von Porosität oder vom Übergange der Massenteilchen der Substanz derselben in sene der übrigen Steinmaffe, die sich doch an der Außenrinde so deutlich auffprechen u. s. Wbrigens kommt gegen beide Meinungen zu bemerken: daff diese Abern und Gänge sich oft, selbst in einem Eleinen Bruchstücke, in solcher Menge finden, dass sie sich schlechterdings nicht von so vielen Rissen und Sprüngen, am wenigsten aber von ebenfo vielen Absonderungen und Wiedervereinigungen herleiten lassen, und dass sie sich, wie bereits oben bemerkt worden ist, gerade am häusigsten und Seutlichsten bei solchen Steinen zeigen, die den festesten Kohäsions Justand und das dichteste Gefüge haben, bei welchen sich daher am wenigsten Aisse und Zertrümmerungen erwarten ließen, wie denn auch bei den meisten dieser Meteor-Maffen gar keine oder nur eine geringe Vereinzelung Statt Ich wäre vor der Jand geneigt, die Entstehung dieser Abern und Gänge, hinsichtlich des Momentes, für ganz gleichzeitig mit der Bildung der übrigen Steinmaße und der Bildung und Ausscheidung ihrer Gemengteile, und, hinsichtlich der Art, für ganz gleichartig mit jesner der übrigen Gemengteile, und insbesondere des noch mehr und bezeichneter ausgeschiedenen und in der Wessenheit noch weit mehr abweichenden olivinartigen zu halten die Substanz derselben aber für homogen mit der Steinmaße, nur etwa mit einer kleinen Justandsverändes rung oder Modisikation in der Art der Ausschleidung, und dieselbe überhaupt zum Teil mit dem olivinartigen Gemengteil, zum Teil mit jener Justandsveränderung der Steinmaße, von der sogleich die Rede sein wird, für ein

fand (fo fielen die Massen von Ensisbeim, Chantonnay, Nork — und diese trotz ihrer bedeutenden Große — von Tipperary, Apt, Sigena, ganz und unvereinzelt, die von Laponaf, Charsonville, Liffa, nur alf zwei, drei oder vier Stücke herab) endlich, daff sie bisweilen in solchen Steinen vorkommen, bei welchen selbst die Außenrinde im Ganzen nur wenig oder unvollkommen gewesen zu sein scheint (wie bei den Steinen von Ensisheim und Chantonnay). Bigot de Morogues wollte gefunden haben, daff die Substanz dieser Gänge (die er übrigenf für ganz verschieden von der Kinde hält), wenigstens in den Steinen von Charsonville, ein bedeutend geringeres spezisisches Gewicht hätte, alf die übrige Steinmasse. Er fand nämlich jenef dieser letzteren = 3,637, dagegen das eines Stückes, worin eine Uber von sener Substanz vorkam, die, nach seiner Schätzung, etwa $\frac{1}{15}$ des Ganzen betrug, = 3,635, und berechnet nach diesem (übrigens höchst geringen Abstand und nach einem Kalkül, gegen den sich viel einwenden ließe) das eigentümliche Gewicht derselben auf 3,592, und (auf gleiche Weise nach einer — wahrscheinlich des zufällig größeren Eisengehaltes wegen höheren Gewichtsangabe der Steinmasse von Zauv = 3,712) gar nur auf 2,457, und will darauf auf eine Abnlichkeit dieser Substanz mit der Maffe der Steine von Alaif schließen. Die offenbar nrößere Dichtheit diefer Aber-Substang nenen die übrine Steinmaffe, bei übrinenf nang nleicher Beschaffenheit, gleichem Lisengehalte und s. w. machte mir senen, dem an sich höchst unverläfflichen Kalfüle zum Grunde liegenden, reellen Zefund selbst höchst unwahrscheinlich, und ich wollte mich Semnach durch einene Wienung ähnlicher Stücke von demselben Steine überzeugen. Ich fand das spezisische Gewicht eines 27 der miegenden, von Ainde sowohl als Aber-Substanz ganz freien Studef der Masse eines Steines von Charsonville = 3,571 senes danenen eines 26 der Gran schweren Studef von bemfelben Steine, welchef zwar feine Rinde, aber eine, über eine Linie breite, nang durchsetzende Aber von sener Substanz einschloss, die weninstens $\frac{1}{2}$ des Ganzen betrug (was demnach ein drei Mal so auffallendes Resultat geben konnte, als das von Bigot de Morogues untersuchte), = 3,658.

und dasselbe anzusehen.

Das andere Vorkommen der Steinmasse von unnewöhnlichem Unsehen sindet sich, wie es scheint, nicht minder häufig, und wo nicht immer, doch meistens auch bei jenen Steinen, wo obige Abern sich zeigen, so wie sich diese dangen notwendig immer in irgendeiner Richtung zeigen müssen, wo senes Vorkommen Statt hat. Es besteht dieses aber in einer mehr oder weniger dicken und massiven Schichte oder Lage, gewöhnlich aber nur in einem äußerst feinen und dünnen Zäutchen, oft nur zarten, durch die Steinmasse hie und da bisweilen selbst unterbrochenen Unfluge, von einer Sichteren, scheinbar fremdartigen Masse, welche in Gestalt von größeren oder kleineren, ganz unregelmäßigen, gar nicht scharf begrenzten flecken, oder mehr oder minder breiten, bandartigen, oft sehr scharf abueschnittenen Streifen auf einer Bruchfläche erscheinen, und bisweilen dieselbe ganz bedecken, und die — wie sich oft an derselben Bruchfläche, wenn sie groß und sehr uneben ist, noch mehr aber an entgegen gesetzten Bruchflächen eines größeren Stückes zeigt — ganz nach Urt jener Udern und Gänge, und auf ähnliche Weise hinsichtlich ihrer Ausbehnung in Bezug auf das Innere und die Oberfläche des Steines, in verschiedenen, nicht selten sich durchkreuzenden und schneidenden Richtungen durch die Steinmasse durchsetzen.

Es zeigen diese flecke und Streifen, wenn sie sehr dünn und zart, zumal anflugartig sind, die gewöhnlichen Unebenheiten der natürlichen Bruchfläche des Steines, und ziehen sich gleichförmig über dieselbe hinüber wenn sie aber von einiger Dicke sind, erscheinen sie ebener und glatter, und unterscheiden sich solcher Gestalt auffallend von der übrigen Bruchfläche des Steines. Im ersteren Salle haben sie gewöhnlich ein streifiges, bisweilen selbst ein, mehr oder weniger deutlich ausgesprochenes, obyleich unvollkommen schiefriges Unsehen, das selbst die Steinmasse angenommen zu haben scheint im letzteren aber eine Unlage zu blätterigen Ublösungen in beiden fällen endlich bilden sie mehr oder minder vollkommene, natürliche Ubsonderungsflächen, oder ähnliche Stellen, nach welchen sich der Stein auch leicht zu spalten scheint. Letzteres doch nur dann, wenn ein bedeutender Metallnehalt ins Mittel tritt. Die Masse selbst hat im frischen Bruche, entweder, obyleich seltener, ein mattes erdiges, von der übrigen Steinmasse, zumal dem olivinartigen Gemengteil im unvollkommeneren Zustande, wenig verschiedenes Unsehen, und eine schiefergraue, inf Schwärzliche ziehende Karbe, meistens aber, und wie es scheint, bei den an Gediegeneisen reichhaltigern Steinen, ein, wenigstens ganz oberflächlich mehr oder weniger metallisches, einiger Maßen dem Graphit ähnliches Unsehen, eine lichter oder dunkler eisengraue Farbe, und einen ziemlich starken, metallischen, flectweise schimmernden Glanz. Dieser Glanz rührt von wirklich metallischem Eisen her, das an solchen Stellen in dünnen, zarten Blättchen gleichsam angeflogen, indef basselbe dort, wo diese Masse ein mehr erdiges, den übrisgen Gemengteilen mehr ähnliches Ansehen hat, ebenso wie in diesen, körnig eingesprengt erscheint auch zeigen sich, besonders an ersteren Stellen, sehr häusige Rostslecke vom olivinartigen Gemengteile im ausgesonderten, mehr oder weniger kugelicht begrenzten Justande, konnte ich aber in keiner Art des Vorkommens dieser Masse eine deutliche Spur bisher sinden.

Bisweilen erscheint diese Masse, zumal im erdigen Zustande, flectweise und in kleineren und größeren, selbst in bedeutenden Partien von ansehnlicher Größe nach allen Dimensionen, ebenso wie der olivinartige Gemengteil, nur mehr unförmlich und nicht so scharf begrenzt, von der übrigen wie gewöhnlich gemengten Steinmasse gleichfam abueschieden, wie dies nanz besonders aususzeichnet bei dem merkwürdigen, noch wenig bekannten Meteor-Steine von Chantonnay der fall ist. Zier zeigt sich diese Masse, welche beinahe den größeren Teil der — sener der meisten Meteor-Steine (zumal jenen von Tabor, Barbotan u. a.) übrigens ganz ähnlich gemengten — Steinmasse ausmacht, von sehr dichtem, sestem Gefüge, und sehr seinem, nicht unterscheibbarem Korne, von schwärzlich schiefergrauer Farbe, mattem, nur etwas schimmernden, erdigen, basaltähnlichen Unsehen, und ganz derb, im Ganzen von sehr festem Zusammenhange mit der übrigen Steinmasse, nur hie und da mit einer schwachen Unlage zur schiefrigen Tertur, oder stellenweise zu schiefrigen

Ablösungen, und gleich der übrigen Steinmasse mit zarten, stark glänzenden Metallteilchen eingesprengt, sonst yanz yleichförmig. Und so erscheint dieselbe hier teils in größeren und kleineren flecken, teils in schmälern ober breiteren Udern (nanz und in jeder Beziehung jenen anderer Meteor-Steine, zumal senen der Steine von Charsonville ähnlich), teils aber in so großen, frei anstehenden Partien, dass man ansehnliche Bruchstücke rein von dieser Masse erhalten kann, die dann der übrigen gemengten Steinmasse von gewöhnlichem Aussehen, dem ersten Anblicke nach, so unähnlich sind, wie nur immer ein derbes Bafaltstück einem feinkörnigen, eisenschüssigen Sandsteine sein kann, und die wohl niemand, dem bloßen äußern Unsehen nach, für Bruchstücke eines Meteor Steines, am wenigsten aber für solche von diesem Steine erkennen möchte, wenn ihm nicht die Uhnlichkeit dieser Masse mit jener der Adern und Gänge in andern Meteor-Steinen, und das flecke und partienweise Vorkommen derselben in diesem vorhinein bekannt ist.97

Wo der Art Schichten, Lagen, flecke oder Streifen dieser Masse durch Bruch oder Schnitt eines Stückes in irgendeiner Tiese quer getroffen werden, müssen an der Oberfläche notwendig Adern erscheinen, welche die

⁹⁷ Ich fand das spezisische Gewicht senes Teiles der Steinmasse dieses Steines von gewöhnlichem Aussehn = 3,440 bis 3,480 (das mir unerwartet gering vorkam) senes des schwarzen Anteiles aber = 3,490 (ein unbedeutender Unterschied, der wohl auch nur, wie bei den Abern im Steine von Charsonville, in dem verschiedenen Grade von Dichtheit beider Massen seinen Grund haben dürste). Noch ist von diesem merkwürdigen Steine keine Analyse bekannt. Vauquelin soll seit lange schon die Absicht gehabt haben, sie vorzunehmen auch habe ich meinem geehrten Freunde, Irn. Prosessor Stromeyer, ein kleines Stuck von beiden Massen dieses Steines zu diesem Ende zugesendet.

Ausgänge derselben bezeichnen, und deren Mächtigkeit oder Breite demnach durch die Dicke, und deren Tiefe durch die Ausbehnung sener in die Breite bestimmt wird. Und auf dem, was vorhin von den Ligenheiten sener Ubern und Gänge, und der Beschaffenheit ihrer Masse, und hier in denselben Beziehungen von diesem Vorkommen der Steinmasse bemerkt worden ist, und vollends auf den Modifikationen und Ubergängen, welche sener Stein von Chantonnay hinsichtlich beider zeint: scheint sich wohl die Identität der Masse in beiden Urten des Vorkommens zu ergeben und die Schlufsfolge ziehen zu lassen, dass demselben, so wie dem Zervortreten des olis vinartigen Gemengteilef — der in seiner Wesenheit wohl auch nicht sehr davon verschieden sein möchte — ein und derselbe Bildungs und Ausscheidungs Prozest zum Grunde liege, der nur durch das, obyleich nur wenig abweichende quantitative Verhältnis der entsernteren Bestandteile der Steinmasse im Ganzen, oder etwa durch veränderte Nebenumstände abgeändert werden, und darnach sene manninfaltigen Modifikationen veranlassen dürfte.98

7.1 Stannern.

Ein, bei 4 Loth wiegendes, auf drei Seiten (den Resten von drei verbrochenen ursprünglichen flächen) mit

⁹⁸Es war zur Zeit nicht möglich, von dieser merkwürdigen Zustandsveränderung der Steinmasse der Meteor-Steine eine bestriedigende bildliche Darstellung für gegenwärtige Bekanntmachung zu Stande zu bringen. Sie soll bei einer künftigen Veranlassung versucht werden.

Ainde — von der gewöhnlichsten Art und Zeschaffenheit — bedecktes, frisches Zruchstück eines — allem Ansehen nach — ursprünglich ziemlich groß gewesenen Steines von Stannern, welches mit unter denen war, die bei Gelegenheit der abgehaltenen Untersuchungs Kommission von verschiedenen, gleich anfänglich in viele Stücke zersschlagenen Steinen, an Ort und Stelle erhalten, und welches, des ausgezeichneten Mengungkustandes der Steinsmasse wegen, für die Sammlung bestimmt wurde. 99

Eseigt dasselbe im Ganzen den, den Meteor Steinen von Stannern eigentümlichen, lockern, ziemlich leicht zer reiblichen Rohäsions Zustand der Masse, was auf der einen, hier vorgestellten, mit zwei Nändern an die Nindendecke anstehenden, sehr roh und grob erzeugten, srischen Bruchsläche insbesondere — auf etwa 1½ Quadrat Zoll Obersläche — bei einem sehr unebenen, unbestimmt eckige und ziemlich scharfkantige Bruchstücke, andeutenden Bruch — den gewöhnlichen, seinen, undeutlich außgesprochenen und verworrenen, aber ziemlich gleichsörmisgen und innigen Uggregats Zustand serner die eigene, teils bröckligskörnige, teils gleichsam silzigssaserige Textur von

⁹⁹ Ef sind nämlich auf einem Vorrate von 93 Stücken, zusammen an 46 Pfund wiegend, welcher teils unmittelbar bei Gelegenheit der Untersuchung an Ort und Stelle, teils nachträglich durch Vermittlung des k. k. Kreisamtes zu Iglau, und auf andern Wegen von diesem Steinfalle zusammen gebracht wurde, 22 Stück und mehrere kleine Fragmente, zusammen nahe an 25 Pfund, und zwar eils ganze, mehr oder weniger vollkommen überrindete Steine, und ebenso viele größere und mehrere kleine Bruchstucke, für die kaiserliche Sammlung ausgewählt worden, insofern sie bemerkenswerte Abweichungen in der Große und Korm, oder in der Beschaffenheit der Kinde und der Steinmasse zeigten.

¹⁰⁰So daff sie beim schwächsten Versuche, Zeuer zu schlagen, zerstiebt, und nähert sich hierin, in aufsteigender Progression — mit Ausnahme der Steine von Alais und Chassigny, die im Ganzen noch lockerer sind — jener der Steine von Aggenfeld, Mauerkirchen, Benares, Parma, Siena, welche letzteren unter diesen die dichtesten und sestesten sind.

äußerst seinem Korne, und endlich die, wie gewöhnlich, im Ganzen ziemlich gleichförmig gemengte Steinmasse, von mattem, mehr oder weniger erdigen, rauen, masgern, beinahe bimssteinartigen Unsehen, und teils kalksweißer, teils bläulichs oder perlyrauer Farbe, in welcher die Gemengteile zum Teil so undeutlich ausgesprochen und innig gemengt, wenigstens so gleichförmig verteilt sind, dass keiner derselben vorzugsweise als Grundmasse betrachstet werden kann.

Der eine, mehr erdige, lockere und raue Gemengteil, von meistens kalkweißer Farbe, welcher aller Analogie nach für die Grundmasse angesprochen werden muss, seigt sich teils in pulverigen, fast staubartigen Punkten und sehr kleinen Flecken, teils in kurzen, schmalen, nach allen Richtungen laufenden, silzig faserigen Streischen der andere, sestere, dichtere und mehr glatte Gemengteil dagegen, von lichter und dunkler bläulich oder perlyrauer Farbe (welcher ebenso dem mehr oder weniger kugelichten — olivinartigen — Gemengteile anderer Meteor Steine entspricht), erscheint teils mehr oder weniger innig ge-

¹⁰¹ Sowohl dem äußern Ansehen nach, das sich an einigen Stücken — wie selbst an diesem — durch stärkeres Zervortreten der andern Gemengteiles (welches sich am besten auf polierten Fläcken zu erkennen gibt) schon deutlich genug ausspricht, als nach den physischen Eigenschaften und chemischen Bestandteilen, in welchen sich derselbe dem gleichnamigen und vollkommen als solchen ausgesprochenen in andern Meteor-Steinen, und zwar stusenweise und nachweisbar — oft an einem und demselben Stucke — (wie der nächst zu beschreibende Stein zeigen wird) nähert. Vielleicht hat der große Gehalt an Tonerde (7.9 bis 14 Perzent) und an Kalkerde (9 bis 12 Perzent), und der umso geringere an Talkerde (= 2) — wodurch sich diese Meteor-Steine so sehr von allen übrigen außeichnen — die Ausbildung oder Ausschlang dieses Gemengteiles — welchem vorzüglich Kiesel und Talkerde zukommen — verhindert.

¹⁰² Dem äußern Unsehen nach haben diese Streischen einige Ühnlichkeit mit einer Urt des Vorkommens von Werners Schmelzstein, Dipyre. Auch in den Steinen von Siena, Zenares, Parma, zumal aber in senen von Mauerkirchen und Eggenfeld, zeigt sich die Grundmasse stellen- und partienweise von gleicher Zeschaffenheit.

mengt, teils mehr oder weniger scharf geschieden, und abswechselnd mit jenem, bald in ähnlichen, aber sesteren und dichteren Punkten, kleinen Flecken, Körnern und kleinen Massen, bald, obyleich seltener, in ähnlichen, ebenso beschaffenen Streischen und beide Gemenyteile so, dass bald der eine, bald der andere von denselben, stellenweise mehr oder minder vorwaltet. 103

Un der einen Seite der vorgestellten fläche dieses Bruchstückes aber erscheint dieser letztere Gemenyteil als eine bedeutend große, dreieckige, gleichsam ausgeschiedene, isolierte Masse, obyleich nicht sehr scharf begrenzt, von beinahe lavendelblauer Farbe, und ein ganz ähnlicher, nur ungleich kleinerer, aber mehr dreieckiger und schärfer begrenzter fleck zeigt sich auf der andern Seite. 104

Jum Teil mit freiem Auge, mehr aber doch mit Zülfe einer Lupe, entdeckt man in diesem Gemenge äußerst zarte, einzelne, matte, schwarze Körner¹⁰⁵ (wohl größten

¹⁰³ Auf geschliffenen und polierten Flächen zeigt sich das Gemenge, nach dem verschiedenen Vorwalten des letzteren Gemengteiles, dessen mehr oder minder scharfen Ausscheidung und Begrenzung, Gestaltung und verschiedenen Intensität der Farbe, teils Granits oder Porphyrsteils Marmorartig, und dieser Gemengteil fällt hier durch seine größere Dichte — die mit der Scharfe der Begrenzung der Massen und mit der Intensität der Farbe im Verhältnisse steht — noch mehr auf, indem er, und zwar in denselben Graden, eine ziemlich gute Politur annimmt und einen etwas settigen Glanz zeigt.

¹⁰⁴ Ich verweise auf das, was in Zinsicht der beiden erdigen Gemenyteile und dieses letzteren olivinartigen insbesondere, in der Linleitung zur Lrklärung dieser Tasel im Allgemeinen vorgebracht worden ist, und bemerke hier nur noch, dass sich dieser unvollkommene Grad von Ausschläung und Sigurierung desselben ganz genau so, auch bei andern Meteor-Steinen (z. Z. bei seinen von Siena, Knsissein, L'Aigle u. s. w.), und nicht selten in Verbindung mit vollkommeneren Graden von Ausbildung desselben sinde. Auch ist bemerkenswert, dass an einem kleinen, etwas über 4 Loth wiegenden, beinahe ganzen, mit besonders dünner, nur wenig und weitzellig-aderiger Ainde bedeckten Steine von Stannern, von welchem ein Stück abgebrochen worden war — die ganze Masse ausschließlich auf diesem letzteren Gemengteile zu bestehen scheint, indem die ganze, doch bei $1\frac{1}{2}$ Quadrat-Joll betragende Obersläche der quer über den ganzen Stein ausgedehnten Bruchsläche ein ganz gleichsörmiges Ansehn hat, und einen seinen Kohäsions-Justand, eine ebenso dichte, äußerst seinkörnige Tertur, und eine licht lavendelblaue Farbe zeigt.

¹⁰⁵ Auch in biefer Beziehung verweise ich auf bas, in Betreff bieses milrostopischen und unbeständi-

Teils Lisenoryd, vielleicht auch Chromeisen), und ebenso zarte, aber hie und da zusammen gehäufte, mehr oder weniger glänzende Metallteilchen von zinkgrauer, teils ins Rötliche, teils ins Gelbliche fallender Farbe (Schwefeleisen), 106 ziemlich häusig eingestreut von regulinischem Lisen sindet sich aber an diesem Stücke, so wie überhaupt in den Steinen von Stannern, keine Spur, 107 und eben so wenig eine Andeutung von Rostslecken, die (wie bereits oben erwähnt worden ist), wo nicht ausschließlich,

gen Gemengteiles, oben in der Einleitung Gesapte, und bemerke nur, dass die Menge desselben auch hier nur höchst unbedeutend ist, und bei dem durch die Analysen ausgewiesenen Eisengehalte dieser Steine (mit Inbegriff des Schwefeleisens = 27 bis 32 Perzent) kaum in Anschlag gebracht werden kann dass übrigens die Atome davon keinesweges mit Ainde Substanz verwechselt werden können.

¹⁰⁶ Von diesem Gemengteile sinden sich an andern Stücken dieser Meteor-Steine nicht selten beträchtliche Partien und Massen (häusiger und ungleich größere als bei irgendeinem andern, mit Ausnahme sener von Parma, und etwa der von Benares, Mauerkirchen und Lissa) eingemengt, wie dei Beschreibung eines zweiten, auf dieser Tasel dargestellten, und in dieser Beziehung besonders ausgezeichneten Bruchstückes, gezeigt werden wird.

¹⁰⁷ Dieser Mangel an Gediegeneisen, wodurch sich die Steine von Stannern mit senen von Chaffinny bisher ausschließlich (denn von jenen von Alais ist es zweiselhaft, und von jenen von Unen erwähnter Magen unrichtin) von allen bisber bekannten Meteor-Steinen außeichnen, spricht fid, and, durch daf bedeutend geringere spezifische Gewicht auf (=3,1) bif 3,2), welches nur bei jenen von Alaif noch geringer ist (= 1,9) bagegen senem der Steine von Benaref, Eggenfeld, Parma, Siena, Mauerkirchen, als den, jenen von Stannern in jeder Beziehung nächst verwandtesten Meteor Steinen (wo basselbe zwischen 3,3 und 3,4 schwankt) — die auch nur einen geringen Gehalt an Gediegeneisen zeigen — am nächsten kommt. Bei den meisten übrigen Meteor/Steinen steht dasselbe zwischen 3,5 und 3,7. Vom Ensissheimer ist das spezisische Gewicht mit 3,23 zu gering angegeben worden, wie nach der aufgezeichneten Dichtheit der Maffe diesef Steines und dem nicht so ganz unbedeutenden Gehalt an Gediegeneisen zu vermuten war, und beträgt nach eigener Wiegung 3,480 bis 3,490. Eine merkwürdige Abweichung in dieser Beziehung zeint die Masse ber Steine von Chaffigny, deren spezifisches Gewicht — bei gänzlichem Mangel an mechanisch eingemengtem Gediegeneisen, und selbst an Schwefeleisen — nach einener Überzeugung, doch 3,550 betränt.) Noch bestimmter äußert sich übrinenf der Mannel an Gedienenisen bei diesen Steinen von Stannern durch die nängliche Unwirksamkeit der Masse sowohl als selbst der Rinde auf die empfindlichste Mannetnadel, die nur von letzterer an einzelnen feltenen Dunkten kaum merklich in Bewegung gesetzt wird, und auf der fein gepulverten Masse und Ainde nur äußerst wenige, einzelne mikrofkopische Körnchen anzieht, die allem Unsehen nach Eisenorydul sind. Da übrigens ber Total Gehalt an Eisen ber Steine von Stannern nach ben Unalpsen Mosers, Klaproths und Dauquelinf zwifchen 27 und 32 Perzent beträgt, das eingemengte Schwefeleisen im Durchschnitt nach einer oberflächlichen Schätzung kaum 5 Perzent der Masse, das ebenso vorhandene Oryd aber kaum so viel betragen kann so muss der größte Unteil des Gehaltes in den erdigen Gemengteilen chemisch nebunden (als Oryd nach Moser und Vauguelin), oder in irnendeinem Zustande verlarvt enthalten sein.

doch vorzugsweise das mechanisch eingemengte Gediegeneisen und dessen Umgebung zu begleiten pflegen.

Von Abern und Gängen, ober von einer andern Zustandsverschiedenheit der Steinmasse (von welchen oben in der Einleitung zur Erklärung dieser Tafel die Rede war), zeigt sich an diesem Stücke ebenfallskeine Spur, und übershaupt zeigte, unter so vielen gesehenen Bruchstücken, nur eines das Vorkommen von ersteren in den Meteor-Steinen von Stannern.

7.2 Siena.

Dasselbe Stück von dem Steinfalle bei Siena in Italien, welches der ausgezeichneten Form wegen bereits auf der zweiten Tasel von einer andern Ansicht gegeben worden ist, von einer polierten frischen Bruchsläche dargestellt, die mit zwei Rändern an die Außenrinde stößt, und, auf etwa I Quadrat-Joll Obersläche, bei vollkommener Abylättung, aber etwas matter und ungleichsörmiger eigentlicher Politur, die innere Beschaffenheit der Steinmasse zu erkennen gibt.

Es zeigt dieselbe einen ziemlich sesten Kohäsions-Justand, der sedoch — wie eine zweite frische, aber rohe Bruchsläche noch besser erkennen lässt — ziemlich nahe ans Jerreibliche grenzt, und einen, zum Teil mehr oder weniger seinen, hie und da etwas undeutlich ausgesprochenen, verworrenen, zum Teil aber einen sehr grobbröckligen, und sehr auffallend ausgesprochenen, breccieartigen, im Ganzen daher sehr ungleichförmigen, aber ziemlich sesten Ungregats-Justand eine — abgesehen von dem brecciesartigen Gemengteile — körnige Textur von äußerst seinem Korne, und im Ganzen eine merklich, obgleich nicht sehr stark und etwas ungleichförmig, vorwaltende Grundmasse von ganz mattem, erdigen Unsehen, und licht aschgrauer, aber mehr ins Schmutzigs und Gelblichs Graue als ins Bläuliche ziehender Farbe, welche dem andern Gemengteile, anscheinend, zum Jemente dient.

Sie unterscheidet sich demnach, außer der kleinen Verschiedenheit im Kohäsions-Justande und der Farbe, von jener des vorigen Steines durch das mehr offenbare Vorwalten der Grundmasse, und durch ein, wenigstens zum Teil, deutlicheres Zervortreten des andern (olivinartigen) Gemengteiles.

Dieser erscheint nämlich hier, teils in eben so verschiesen gestalteten und eckigen, mehr oder weniger scharf— im Ganzen sedoch durchaus schärfer— begrenzten, ganz ähnlichen Flecken von verschiedener Größe, derselben Dichtheit und Festigkeit, gleichen, obgleich meistens mehr ins Dunkle bis ins Dunkelblaue und Bräunlichs und Schwärzlichs Graue ziehenden Farben Tingirungen, und ähnlichem settigen Glanze, wie die ausgezeichnetes ren Massen dieses Gemengteiles in senem Bruchstücke, und überhaupt in den Steinen von Stannern teils aber auch schon, wie in den meisten andern Meteor Steinen, in

größeren oder kleineren, rundlichten oder ovalen Massen von bestimmterer Absonderung und noch größerer Dichtheit, die demnach auf der rohen Bruchsläche unversbrochen, als erhabene Körner, zum Teil selbst als Kügelschen erscheinen. Mitunter zeigen sich der Art Massen, selbst schon von einigem Grade von Durchscheinenheit und von grünlichsgrauer ins Lauchgrüne fallender Farbe, und Graf Bournon und Klaproth bemerkten selbst in Bruchstücken von Steinen dieses Zerkommens ganz durchsscheinende, sa vollkommen durchssichtige Körner von gelbslicher und grünlichsgelber Farbe und sast vollkommenem Glasglanze. 108

Von den metallischen, dem bewassneten, so wie selbst dem freien Auge zwar deutlich erkennbaren, aber nur sparsam erscheinenden Gemenyteilen zeigt sich der eine — das Gediegeneisen — nur in einzelnen, zerstreuten, meistens äußerst zarten Punkten oder Körnern, von licht eissengrauer, inf Silberweiße fallender Farbe, und starkem metallischen Glanze, und zwar auf der rohen Fläche als kleine Zacken, auf der polierten als Punkte oder kleine, äußerst zart zackig gerandete Fleckchen der andere — das Schweseleisen — teils in ebenso zarten und zerstreuten einzelnen Körnern, teils in kleinen Partien seinkörnig, und

¹⁰⁸So dass demnach dieser Gemengteil hier in allen Graden von Ausbildung, Ausscheidung und Absonderung, von dem unvollkommensten, kaum von der Grundmasse unterscheidbaren Justande, wie bei den Steinen von Stannern a potiori (und zum Teil bei jenen von Parma, Ensissheim, L'Aisel u. a.), durch die vollkommeneren Mittelzustände, wie a potiori bei den Steinen von Benares, Timochin (Tabor, Barbotan, Lichstädt u. a.), bis zu dem vollkommensten, wie bei manchen andern Meteor-Steinen (a potiori aber im sibirischen Eisen), in Steinen von einem und demselben Ereignisse, zum Teil selbst in einem und demselben Bruchstücke vorkommt.

hie und da zu etwas größeren Massen bröcklig angehäuft, von zinkgrauer, bald ins Kötliche, bald ins Speisgelbe ziehender Farbe und ziemlich starkem metallischen Glanze. 109

Von mechanisch eingemengtem Oryde oder ähnlichen Partikelchen sindet sich nur äußerst wenig, und nur sehr wenige kleine Stellen von schmutzig graulich-gelber, ins Bräunlich- und Rötlich-Gelbe verlaufender Farbe, geben die Gegenwart von Rostslecken zu erkennen.

Von Abern, Gängen ober einer anderweitigen Zustandsveränderung der Steinmasse sindet sich aber, weder an diesem, noch an irgendeinem der mehreren von mir gesehenen Bruchstücke von Steinen dieses Zerkommens, auch nur die entfernteste Andeutung.

7.3 Benares.

Ein ausgezeichnetes, $4\frac{3}{4}$ Loth schweres Bruchstück eines, wahrscheinlich ursprünglich ziemlich groß gewesenen Steines von jenen, welche am 19. Dezember 1798, Abends, bei Krakhut in der Nähe von Benares in Bengalen gesallen sind, und welches die kaiserl. Sammlung 1807 von

¹⁰⁹ Der geringe Gehalt an eingemengtem, regulinischem sowohl als geschweseltem, Eisen spricht sich übrigens sowohl durch das ziemlich niedere spezisische Gewicht (= 3,3 bis 3,4), als durch die äußerst Wirkung der Steinmasse auf den Magnet aus inzwischen ist der Total-Gehalt derselben an Eisen nicht unbedeutend, und beträgt nach Joward bei 35, nach Klaproth etwa 28 Perzent (als durch die Operation erhaltenes Oryd). Da nun, nach einer oberstächlichen Schätzung, das sichtlich eingemengte Gediegeneisen kaum 4 bis 6 Perzent, dass ebenso vorhandene Schweseleisen aber nur wenig mehr betragen dürste, vom eingemengten Oryde sich aber nur wenig Spur sindet so musse ein bedeutender Anteil senes Gehaltes in den erdigen Gemengteilen chemisch gebunden oder verlarvt enthalten sein.

dem jüngst verstorbenen Charles Greville aus London zum Geschenke erhielt.¹¹⁰

Es ist dasselbe von einer der größeren, rohen Bruchflächen dargestellt, welche das Innere der Steinmasse auf einer Ausdehnung von etwa 2 Quadrat-Joll Oberfläche, und auf $\frac{1}{2}$, I bis $1\frac{1}{2}$ Joll und mehr Entsernung von der äußersten mit Ainde bedeckten Oberfläche des Steines zeigt.

Der Kohäsions-Justand der Masse im Ganzen ist nur wenig sester und dichter als bei den Steinen von Stannern, und merklich geringer als bei senen von Siena. Die Grundmasse für sich ist selbst ziemlich leicht zerreiblich, und zerstiebt beim Versuche, Zeuer zu schlagen übrigens ist sie sehr seinkörnig, doch minder so als sene der Steine von Siena. Der Aggregats-Justand ist ziemlich locker, und bei weitem mehr als bei den Steinen von Stannern und Siena, da die Gemengteile größten Teils sehr ungleichartig sind, und der eine sehr ausgeschieden und meistens scharf abgesondert ist übrigens sein sandsteinartig, hin sichtlich des einen grob körnig und kugelicht, hinsichtlich des andern Gemengteiles und im Ganzen von mandelstein artigem Ansehen.

Die Grundmasse, die sich, obyleich sie nicht sehr bedeutend über die übrigen Gemenyteile vorwaltet, doch als

Mogleich dieser Steinfall ziemlich bedeutend und ergiebig war, auch von ansässigen Engländern das Factum gleich an Ort und Stelle untersucht, bekannt gemacht und viele Steine nach Europa versendet wurden so sinden sich doch nur wenige Bruchstücke im Bestize bekannter Unstalten oder Sammlungen. So meines Wissens nur im Pariser Museum, im Mus. brit. zu London, in De Drées, Blumenbachs und Klaproths Sammlung, wohin sie wohl sämtlich durch Greville gekommen sind.

folche wegen der Ausgeschiedenheit und scharfen Begrenzung dieser, sehr deutlich ausspricht, und gewisser Maßen als Zement derselben erscheint — hat ein ganz mattes, erdiges, raues, mageres Ansehen, und eine sehr licht, nur etwas schmutzig aschgraue, stark ins Weiße fallende Farbe.

Der olivinartige Gemengteil, der beinabe fast die Kälfte der Steinmasse betränt, erscheint hier auf der rohen fläche in Gestalt vieler, mehr oder weniger über die Oberfläche hervorragender, zum Teil kleiner und sehr kleiner, zum Teil aber auch bedeutend großer (von der Größe eines Zirsekornes oder kleinen Madelkopfes bis zu der einer großen Erbse von $1\frac{1}{2}$ bis $2\frac{1}{2}$ Linie im Durchmesser, und selbst noch mehr), selten stumpseckiger und bloß abgerundeter, gewöhnlich ovaler oder rundlichter, meistens aber vollkommen kunelförminer Massen, wovon die kleineren und die minder scharf begrenzten und weniger kugelicht ausgeschiedenen fester und inniger von der Grundmasse eingeschlossen sind, und gleichsam in dieselbe übergeben, die größeren und vollkommen kugelicht abgesonderten aber bisweilen so lose sitzen, dass sie leicht auf derselben berauf fallen oder ausnebrochen werden können. Erstere sind newöhnlich von Partikelchen der Grundmasse eingehüllt, und haben demnach wie diese ein mattes, raues, erdiges Unsehen, und eine gleiche, nur etwas dunklere Farbe letztere, zumal die vollkommen kunelichten danenen, haben meistens eine ganz glatte, schwach und etwas settig

glänzende Oberfläche, und eine schiefer- oder bräunlichgraue, bisweilen schmutzig lauch oder olivengrüne Farbe. Gebrochen zeigen erstere zwar ungleich mehr Festigkeit, Dichtheit und Zärte als die Grundmasse, doch bei weitem nicht so sehr wie letztere, welche ziemlich leicht Kunken am Stahle geben, und deren scharfkantige Bruchstücke selbst etwas das Glas ritzen, oder dasselbe wenigstens matt machen auch zeigen diese einen vollkommenen, flachmusche lichen Bruch, indes sener der ersteren sich in verschiedenen Ubstufungen auf dem erdigen durch den dichten und ebenen nur allmählich demselben nähert. Mur wenige, selbst von den ausgeschiedensten, zeigen einigen Grad von Durchscheinenheit an den scharfen Kanten ihrer Bruchstücke, alle aber im Bruche und auf einer geschnittenen und polierten fläche — wo sie mehr oder weniger rissig und zersprungen erscheinen — nach den verschiedenen Graden ihrer Dichtheit, einen mehr oder weniger fettigen, oder doch schimmernden Glanz, und eine auf dem Grauen ins Lauchoder schmutzig Olivengrüne und ins Bräunliche ziehende Farbe. Dort, wo der Urt vollkommen kunelichte und scharf ausgeschiedene Massen im Bruche ausgefallen sind, findet sich eine dem Volumen und der form derselben entsprechende Grube in der Grundmasse, deren Wände, von übrigens mattem, erdigem Unsehen und weißlich-grauer Sarbe, verdichtet und gleichsam geglättet erscheinen. II

III So wie diese Steine einerseits durch die Beschaffenheit der Grundmasse — und in vielen andern Beziehungen — senen von Siena (und noch mehr senen von Mauerkirchen, Parma, Eggenseld) gleichen so nähern sich dieselben andererseits durch die Art der Ausschaffenheit des olivinartigen Gemengteiles — wenigstens in den hier einzeln vorkommenden

Die Gediegeneisenteilchen zeigen sich beinahe noch sparsamer, aber in etwas gröberen Körnern und Zacken als an den Steinen von Siena, und ebenfalls von licht stablgrauer, inf Silberweiße fallender Karbe und metallischem Glanze die Ries-Partikelchen dangenen zwar ebenso sparsam in zerstreuten, zarten, glänzenden, meistens gelblichen Körnern, häufiger aber in größeren Partien feinkörnig, oder als größere Massen bröcklig (in etwas stumpskantigen, minder spröden und leicht zerreiblichen Stücken) angehäuft, und mehr von zinkgrauer, etwas ins Kötliche ziehender Farbe und schwächerem Glanze. 112 Von Rostflecken zeigt sich kaum eine Spur (obgleich doch, und zwar schon vor eilf Jahren, eine fläche des Stückes abgeschliffen und poliert worden war), und eben so wenig von deutlich eingemengtem Oryde. Auch von Abern und Gängen, oder einer sonstigen Zustandsveränderung der Steinmasse, findet sich durchaus keine Andeutung an diesem Stücke.

niederen und mittleren Graden — den meisten übrigen Meteor Steinen, zumal jenen von Timochin (Lichtkädt, Tabor, Barbotan u. v. a.). Nur die besondere Größe einzelner Massen desselben, und die vollkommene Ausscheidung und Absonderung einiger derselben auf der Grundmasse, ist diesen Steinen ganz eigentümlich, obgleich sich auch hierin jene von Weston denselben sehr nähern.

¹¹² Auch hier spricht sich der geringe Gehalt an Gediegeneisen (das kaum 3 Perzent) und an Schwefeleisen (das höchstens das Doppelte von jenem betragen möchte) durch das geringe spezissische Gewicht (= 3,35) und durch den äußerst schwachen Magnetismus der Steinmasse im Ganzen auf doch beträgt der Total-Gehalt an Lisen auch bei diesen Steinen nach Zoward und Vauquelin 34 bis 38 Perzent.

7.4 Timochin.

Ein charakteristisches Stück, 4 Loth 3 Quäntchen wiegend, von dem am I3. März I807 bei Timochin (im Juchnow'schen Kreise, im Smolensk'schen Gouvernement) in Russland einzeln niedergefallenen, bei I40 Pfund wiegenden Steine, welches Klaproth von einem mir zur Ansicht mitgeteilten I8 Loth schweren Bruchstücke in seinem Besitze, abschneiden zu lassen gestattete, und der kaisert. Sammlung gefälligst überließ.

Es zeigt dasselbe das Innere der Steinmasse auf einer geschlissenen und polierten, nur an einer Seite an Kinde anstehenden fläche, von $2\frac{1}{2}$ Quadrat-Zoll Oberfläche.

Der Kohäsions Justand der Masse im Ganzen ist nicht viel fester und dichter als bei den Steinen von Benares, aber inniger, wie es scheint, durch Vermittlung der so häusig eingemengten, rauen und zackigen Gediegeneisenteilchen, und vorzüglich der vielen Rostslecke. Die Grundmasse für sich wäre, abgesehen von letzteren, auch wohl etwas zerreiblich in senem Jusammenhange gibt sie aber, wahrscheinlich doch nur mittelst des häusig vorkommenden olivinartigen Gemengteiles, ziemlich leicht Junken am Stahle. Übrigens ist sie nicht sonderlich seinkörnig, weniger beinahe als die der Steine von Benares.

Der Uggregats-Zustand ist, obyleich der olivinartige

¹¹³ Außer Auffland dürften Bruchstücke von diesem Steine wohl sehr selten zu sinden sein, und außer dem Klaproth'schen ist mir nur eines in Blumenbachs, und ein anderes in Chladnis Besitze bekannt.

Gemengteil so häusig, und zum Teil eben so scharf besprenzt (aber lange nicht so abgesondert) und kugelicht (aber viel kleiner) ausgeschieden erscheint — und wahrscheinlich auch durch Vermittlung der Eisenteilchen und Rostslecke — viel inniger und sester, obgleich lange nicht so, wie bei andern Meteor-Steinen (z. B. jenen von Charsonville, Sales, selbst jenen von Siena, zumal aber jenen von Ensisheim, L'Uigle u. a.), mehr sandsteinarstig, von gröberem und ungleichsörmigem Korne, und — der geringen Menge und Kleinheit der weniger scharf ausgeschiedenen Massen des andern Gemengteiles wegen — mehr von klein porphyrartigem als mandelsteinartigem Unsehen.

Die Grundmasse, welche hier sehr stark vorwaltet, — obyleich sie sich, da sie sehr häusig und unmerklich in den andern Gemenyteil übergeht, nur schwach ausspricht — hat ein ganz mattes und erdiges, aber kein so raues und mayeres Unsehen, und eine aschyraue, nur wenig ins Bläuliche ziehende Farbe.

Der olivinartige Gemenyteil, der, insofern er deutlich ausgesprochen erscheint, kaum $\frac{1}{6}$ der ganzen Steinmaße betragen möchte, zeigt sich auf dieser polierten fläche sehr ungleichsörmig zerstreut — aber ziemlich gleichartig, und nicht sehr abweichend in Größe, Gestalt, Dichtheit, Farbe und Glanz — in kleinen, sehr und ganz kleinen (selten von $\frac{1}{2}$, meistens nur von $\frac{1}{4}$ Linie im Durchmesser und noch weniger), meistens rundlichten, selbst auch voll

kommen kugelichten Körnern, von grauer, inf Lauchund schmutzig Oliven-Grüne, oder inf Braune ziehender Farbe, und schwachem, settigem Glanze.

Ef sind diese Körner zwar scharf begrenzt und ausgeschieden, aber bei weitem nicht so, wie wenigstens viele in den Steinen von Benares (selbst nicht wie manche in jenen von Weston dagegen genauso wie die meisten in den Steinen von Kichstädt, Tabor, Barbotan u. a.), aus der Grundmasse abgesondert, sondern innig von derselben eingeschlossen und festsitzend, so dass sie an rohen Bruchsslächen nie ausgesallen oder ausgebrochen, aber auch nicht verbrochen, und mit rauer, erdiger Obersläche, mehr oder weniger halbsugelicht, hervorragend erscheinen. Sie sind etwas schwerzersprengbar, zeigen einen dichten, ebenen Bruch, der sich mehr oder weniger dem flachmuschelichen nähert, und geben unbestimmt eckige, nur wenig scharfskantige, meistens vollkommen undurchsichtige, oder nur schwach an den Kanten durchscheinende Bruchstücke. 114

Außer diesen einzelnen, durch Farbe und Schärfe der Begrenzung mehr ausgesprochenen und auffallenden, sindet sich aber noch eine Menge ähnlicher, zum Teil noch weit kleinerer Körner, die aber nur auf der polierten Fläche als Punkte oder kleine und äußerst kleine Fleckchen zur Ansicht kommen, die sich von der Grundmasse — mit der sie innig verbunden sind, und in welche sie zum Teil

¹¹⁴ Ihre Beschaffenheit ist in allen Beziehungen dieselbe, wie die der ähnlichen in den Steinen von Siena, Benares, und vielen andern (und selbst im sibirischen Eisen), einzeln und selten, in vielen andern Meteor-Steinen aber, als senen von Lichstädt, Tabor, Barbotan u. a., häusig und vorwaltend in diesem Grade von Ausbildung vorkommenden Massen dieses Gemengteiles.

überzugehen scheinen — bloß durch eine bald etwas lichtere, bald etwas dunklere Farbe, etwas mehr Dichtheit, durch ein seineres Korn und durch ihre Sigurierung — die durch eine mehr oder weniger scharfe, oft kaum merkliche Ausscheidungslinie oder Begrenzung bestimmt wird — unterscheiden. 115

Der Gehalt an mechanisch und sichtlich eingemengtem Gediegeneisen ist bei diesen Steinen ausgezeichnet stark, und beträtt fast 20 Perzent, oder beinahe den fünften Teil der Steinmasse. Die Lisenteilchen erscheinen auf den rohen Bruchflächen als einzelne, mehr oder weniger herporragende, ziemlich starke, raue Zacken und Körner von eisengrauer Farbe und schwachem metallischen Glanze, inssessen sie nicht von erdigen Massenteilchen bedeckt sind. Auf der polierten Fläche zeigen sie sich sehr häusig und ziemlich gleichförmig verteilt, als mehr oder weniger zarte Punkte, als größere oder kleinere, meistens gezackte Flecke, und als mehr oder weniger gebogene, ästige und zum Teil zusammenhängende Linien und Adern, von sehr licht stahlgrauer, ins Silberweiße ziehender Farbe, und ziemslich starkem metallischen Glanze. Dagegen ist der Gehalt

¹¹⁵ Von eben der Beschaffenheit, wie dieser Gemenyteil wieder einzeln in den meisten Meteor-Steinen, häusig und beinahe ausschließlich aber in andern (z. B. in jenen von Charsonville, Salés, Berlanguillas, Apt, Nort, Lissa u. a.) vorzukommen psleyt.

llé Dieser beträchtliche Gehalt an Gediegeneisen, den Klaproth und VI. A. Scherer, nach den Resultaten ihrer Analysen, auf beinahe IS Perzent angeben, gibt sich auch durch das bedeutende spezisische Gewicht (= 3,700 — worin diese Steine wohl nur von senen von Lichstädt übertrossen dürften, und welchem sich sene von Tipperary, Tabor, Charsonville, Toulouse, Errleben nur zu nähern scheinen —), und durch eine sehr starte Wirkung auf den Magnet zu erkennen. Klaproth gibt übrigens noch 25, Scherer $17\frac{1}{2}$ Perzent als den Gehalt dieser Steine an orydiertem Lisen an, dessen Vorhandensein ersterer den später, durch die Linwirkung unster Atmosphäre, entstandenen Rostslecken zuschreibt.

an Schwefeleisen höchst unbedeutend, und selbst auf der polierten Fläche kann man nur äußerst zarte, mikroskopische Punkte, die hie und da zu kleinen Flecken angehäuft sind, und sich durch eine Inkweiße, etwas ins Gelbliche oder Rötliche fallende Farbe, und einen etwas schwäches ren Glanz außeichnen, dafür erkennen. Besonders häusig aber zeigen sich die Rostslecke, so dass man sie nach Chladsni allerdings für diese Steine (aber ebenso sür die Steine von Lichstädt, Charsonville, Barbotan u. e. a.) als charakteristisch ansehen kann, indem sie beinahe die Zälste der Steinmasse ausmachen, und derselben ein ganz eigentümlisches marmoriertes Unsehen geben. Sie sind übrigens hier sehr klein, zart, matt, erdig, und von besonders dunkler gelblichsbrauner Karbe.

Von Oryd oder ähnlichen Partikelchen zeigt sich keine deutliche Spur eben so wenig von Adern und Gängen oder einer andern Veränderung der Steinmasse.

7.5 Charsonville.

Ein großes, I Pfund schweres Stück von einem der am 23. November ISIO in der Gegend von Charsonville bei Orléans (Departement du Loiret) in Frankreich niederges fallenen Steine, welches während meiner Anwesenheit in Paris (ISIS) auf mein Ansuchen und mit Genehmigung der königlichen Administration des Museums der Naturs geschichte, von einem daselbst aufbewahrten Bruchstücke, ¹¹⁷ von II Pfund am Gewichte, abgeschnitten, und mir, nebst mehreren andern, für die kaiserliche Sammlung gefälligst mitgeteilt wurde. ¹¹⁸

Es ist dasselbe, auf der zum Teil mit Ainde bedeckten, zum Teil verbrochenen, gewöldten Außenseite liegend, von der durch den Schnitt erhaltenen, ganz ebenen, aber noch unpolierten fläche dargestellt, die das Innere der Steinmasse auf einer Ausdehnung von ungefähr 4 Ouadrat-Joll, und, wo am dicksten, in einer Tiefe von beinahe $1\frac{1}{2}$ Joll von der äußern Oberfläche des Steines, zur Ansicht bringt.

Der Kohäsions-Justand der Masse ist sehr sest und dicht, so dass sie sich hierin den kompaktesten und härtesten Meteor-Steinen (senen von Ensisheim, Errleben, Chantonnay) nähert, indes sie doch nur etwas schwer Junken gibt. Der Angregats-Justand ist ebenfalls sehr sest und inning, und dabei auch sehr gleichsörmig — da der olivinartige Gemengteil äußerst wenig, nur höchst unvollkommen und schwach ausgeschieden, und von der Grundmasse in

¹¹⁷ In dem, dem Werke Chladnif angeschlossenen Verzeichnisse der Meteor-Massen der kaiserl. Sammlung, ist aus Versehen dieses Bruchstück als ein ganzer Stein angegeben worden. Aus Bigot de Morogues verlässlichen Nachrichten über diesen Steinfall ergibt sich aber, dass dasselbe selbst nur ein Bruchstück, und zwar von dem einen größeren der niedergefallenen und aufgefundenen Steine war, dessen Gewicht bei 40 Pfund betrug, welches D. Pellieur zu Baugenci an den damaligen Minister des Innern (Grasen Montalivet) einsendete, von welchem dasselbe an das königl. Museum abgegeben wurde.

¹¹⁸ Obgleich dieser Steinfall hinsichtlich der Jahl der gefallenen Steine nicht sehr beträchtlich war, indem deren nur drei im Halle beobachtet, und davon selbst nur zwei aufgefunden wurden so gehört er doch der Masse nach zu den bedeutenderen, da der eine der aufgefundenen Steine bei 40, der andere 20 Pfund wog. Indessen ist mir außer obigem geteilten Bruchstücke nur noch eines in De Drees, und ein zweites in Chladnis Besitze bekannt.

allen Beziehungen nur wenig abweichend, und selbst sehr gleichförmig erscheint — und dicht sandsteinartig, von äußerst seinem, sehr gleichförmigen Korne.

Die Grundmasse, welche hier besonders stark vorwaltet, und abyesehen von den eingemengten Metallteilchen, und ohne Lupe betrachtet, bis auf wenige Massen, in welchen sich der andere Gemengteil etwas deutlicher ausspricht, beinahe die ganze Steinmasse zu konstituieren scheint, indem sie größten Teils allmählich und sehr unmerklich in senen übergeht — hat ein ganz mattes, erbiges, aber, selbst auf rohen Bruchstellen, eben kein sehr raues noch mageres Unsehen, und eine aschgraue, nur wenig ins Bläuliche ziehende Karbe.

Der olivinartige Gemengteil erscheint darin nur sehr schwach und undeutlich ausgesprochen, in sehr sparsamen, einzelnen, zerstreuten, sehr und äußerst kleinen, oft kaum merklich ausgeschiedenen, oder doch nur sehr schwach begrenzten, meistens rundlichen oder ovalen, doch auch stumpseckigen Körnern, von mattem, erdigen Unsehen, und licht aschgrauer, gelblicher, bläulicher, nur selten bräunlicher Sarbe. Die meisten dieser Massen unterscheisen sich bloß durch etwas größere Dichtheit, Seinheit im Korne, und durch ihren Umriss von der Grundmasse, und gleichen zum Teil vollkommen senen, welche in dem zuvor beschriebenen Steine von Timochin in ziemlicher Menge, einzeln aber in den meisten Meteor Steinen, und zwar gemeinschaftlich mit andern vorkommen, die in verschies

denen und weit höheren Graden von Ausbildung und Ausscheidung sich befinden. Nur sehr wenige davon zeigen sich an den rohen Bruchstellen als vollkommen ausgeschieden oder abgesondert von der Grundmasse, in Kugelder Körnersorm, mit vorragender konverer Obersläche die meisten sind mit der Grundmasse zugleich gebrochen, und zeigen nur einen dichteren, ebeneren Bruch. 119

Die Gediegeneisenteilchen werden durch ihre Menge und zum Teil durch ihre Zeschaffenheit charakteristisch für diese Steine. Sie erscheinen nämlich äußerst häusig — so dass ihre Masse zusammen genommen, nach einer oberstächlichen Abschätzung, gut den vierten Teil des Ganzen betragen möchte¹²⁰ — höchst unregelmäßig zwar, aber

¹¹⁹ Wenn das quantitative Verhältnis der nächsten Bestandteile von mehreren Meteor-Steinen mit Verläfflichkeit anneneben wäre so ließe sich vielleicht — wie bereits oben erwähnt worden ist mit einiger Gewiffheit nachweisen, daff in demselben und nicht in bloßen Zustandsveränderungen ber Steinmaffe, der nächste Grund der ebenso auffallenden als mannigsaltigen Abweichungen in der Menge, Beschaffenheit und in der Art der Ausschlang und Absonderung dieses Gemengteiles liege, wie dief zum Teil auf den vorhandenen Analysen hervor zu gehen scheint. Von den meisten Meteor-Steinen nämlich, in welchen dieser Gemengteil nur schwach und unvollkommen ausgesprochen ist (wie 3. 3. in jenen von Stannern, Parma, Charfonville, Doroninft, L'Uigle, Enfisheim), weisen sene einen verhältnismäßig geringeren Gehalt an Talkerde (nämlich zwischen 2 und 13 Perzent), und dabei einen nicht nanz unbedeutenden Gehalt an Thon- und Kalkerde (von ersterer 3 bis 9, von letzterer 4 bis 12 Perzent) auf von jenen banenen, wo berselbe häufiner, beutlich aufnesprochen, oder in einem befonders hohen Grade von Ausbildung, oder vollends vorwaltend erscheint (wie in jenen von Eichstädt, Tabor, Benaref, Eggenfeld, Errleben, Chaffigny), einen weit größeren Gehalt an Talkerde (17 bif 21 23 26 bif 32 Perzent), aber keine Spur, oder boch nur äußerst wenig (1 und 1 Perzent von jenen von Errleben), an Thon, und Kalkerde. Die Steine von Timochin hielten in beiden Beziehungen gerade das Mittel. (Klaproth gibt deren Gehalt an Talkerde auf $14\frac{1}{4}$, von Thon auf I, und von Kallerde auf $\frac{3}{4}$ Perzent an.)

¹²⁰ Bigot de Moroguef schätzt den Gehalt auf 31 Perzent. Vauquelin gibt den Gehalt des von ihm analysierten Stückes im Ganzen mit 25,8 als regulinisch an (nach Kalkül, denn er hatte nach seinen Versahren alles Eisen darauf als Oryd im maximum, also etwa 36 Perzent erhalten). Es ergibt sich hierauf, dass der Total Gehalt dieser Steine an Eisen eben nicht größer ist, als bei den meisten Meteor-Steinen, und dass, da sich dieser Gehalt, dem äußern Unsehen nach, schon in dem mechanisch eingemengten Gediegeneisen ausspricht, in diesen Steinen wenig oder gar nichts orydiert, vererzt oder sonst verlarvt enthalten sein könne. Der starke Gehalt an Gediegeneisen bewährt sich übrigens nicht nur durch das spezissische Gewicht (das — im Durchschnitt und mit Zinsicht aus Udern und Kinde — zwischen 3,6 und 3,7 fällt), sondern auch durch sehr starke Wirkung der Steinmasse auf den Magnet.

boch ziemlich gleichförmig, und im Ganzen sehr dicht einsgestreut, und auf dieser geschnittenen Fläche als etwas erhabene, äußerst zarte Punkte von licht eisengrauer Farbe und etwas mattem metallischen Glanze, die hin und wieder zusammen gehäuft und gewisser Maßen zusammen geschäuft und gewisser Maßen zusammen geschosen, mehr oder weniger Adern gleichende, nur selten und wenig zusammen hängende, gezackte, gekörnte und gleichsam geträufte, kleine Flecke oder Massen bilden, welche sich mit einem stählernen Instrumente sehr leicht breit und platt drücken und ritzen lassen, und dann (wie an den rohen Bruchstellen) einen höheren metallischen Glanz und eine stark ins Silberweiße fallende Farbe zeigen.

Von Kiesteilchen sindet sich dagegen nur wenig Spur in äußerst zarten Punkten, von etwas stärkeren metallischem Glanze, und einer auf dem Weißen ins Messinggels be ziehender Farbe, und noch weniger von Oryden oder ähnlichen Partikelchen umso häusiger erscheinen aber die Rostslecke, die durch ihre Menge sowohl — da sie der ganzen Obersläche ein zart marmoriertes Unsehen geben — als durch ihre Zartheit und Farbe — indem sie meisstens als einzelne, äußerst seine Punkte, die nur stellenweise in Flecke zusammen geslossen sind, und von einer eigenen graulichsgelblichen Farbe erscheinen — ebenfalls als chasrakteristisch für diese Steine angesehen werden könnten, insofern sie nicht späterhin und zufällig entstanden sind. 121

¹²¹ Ef ist bemerkenswert, dass die Rostflecke an diesem Stücke in einem Zeitraume von fünf Jahren,

Das Merkwürdinste an diesem Steine, und weshalb auch dessen bildliche Darstellung versucht wurde, sind die Abern und Gänge von einer, scheinbar, fremdartigen Substanz, welche auf dessen Oberfläche erscheinen und die Steinmasse durchziehen, von welchen bereits oben in der Linleitung zur Erklärung dieser Tasel im Allgemeinen gesprochen wurde, und die bei diesen Steinen, zwar gestade nicht am häusigsten (denn ungleich häusiger zeigen sie sich bei senen von Agen und Lissa), aber durch Stärke und Ausbehnung am ausgezeichnetsten vorkommen.

Ef zeigen sich auf der geschnittenen fläche dieses Stückes zwei solche Udern. Die eine davon geht von einem Rander der Stückes etwas schief quer über die fläche zum andern, die aber beide nicht die Grenzen des ursprünglichen Steines und dessen Obersläche bezeichnen, indem sie verschochen und rindenlos sind. Sie ist an einem Ende bei $\frac{5}{4}$ Linien breit, verschmälert sich allmählich, und läuft gegen das andere beinahe haarsein aus. Im Verlause macht sie nur einige schwache und kleine Biegungen, und erscheint bald breiter, bald schmäler, so dass sie an einigen Stellen $\frac{1}{2}$, gleich unmittelbar daraus schnell abnehmend, kaum $\frac{1}{4}$ Linie breit ist, zeigt aber nur einen einzigen, zarten Seis

während welchem dasselbe der Luft, dem Lichte und selbst häusiger Betastung ausgesetzt war, sich gar nicht merklich vergrößert, vermehrt, noch in irgendeiner Beziehung verändert haben.

¹²² Bigot de Morogues, welcher Gelegenheit hatte, Bruchstücke von beiden aufgefundenen Steinen zu untersuchen, bemerkte in dem einen zwar viele, aber äußerst zarte, dem freien Auge kaum sichtbare Abern, in dem andern mehrere, aber durchaus stärkere, und darunter eine von I bis 3 Linien in der Breite oder Mächtigkeit, und von sehr abweichender Dicke oder Tiese. Zauy und Vauquelin haben an dem großen Bruchstücke des Museums, welches mit letzterem Stücke Bigots von demselben Steine herstammt, nur eine Aber bemerkt, indes an dem hier beschriebenen, unmittelbar von ersterem abneschnittenen Stücke, deren zwei vorkommen.

tenzweig im ersten Drittel ihres Laufes, der unter einem ziemlich spitzen Winkel von ihr ausgeht, schief vor und aufwärts steint, und sich sehr bald haarfein in die Steinmasse verläuft. In derselben Gegend zeigt sich ein ebenso zarter, aber unausgefüllter, leerer Aiss oder Sprung in der Steinmasse, der quer vom Rande herkommt, und sich nahe an der Zauptader verliert, ohne mit ihr in Berührung zu kommen ein zweiter ähnlicher zeit sich am andern Ende derselben, der eine Strecke weit schief einwärts geht. Un beiden Kändern des Stückes, wo diese Uder ausgeht, und wo absichtlich ein kleines Stück abgeschlagen wurde, um den Verlauf in die Tiefe zu verfolgen, zeigt sich, dass diese Aber eine an Breite ober Mächtigkeit den beiden Ausgängen entsprechende Lage bezeichnet, die in schiefer Richtung (unter einem Winkel von etwa 60° gegen die Oberfläche) die Steinmasse auf eine Tiefe von einem halben 30ll durchsetzt.

Die zweite Uder geht von demselben Rande aus, weicht aber im Verlause von jener ab, und zieht ebenfalls etwas schief und quer über die Fläche gegen einen andern Rand hin, wo wirklich von Außen Rinde ansteht, in welche sie sich verläuft. Sie ist beinahe durchaus im ganzen Verlause haarsein, nur in ihrer Mitte bildet sie gleichsam einen ovalen Wulst oder Botzen (2 Linien lang, I Linie breit), der durch einen quer aus der Mitte der Fläche herkommenden schwachen Riss etwas zerklüstet ist — und erscheint zwei Mahl etwas bogenförmig in entgegen gen

setzten Richtungen geschwungen. Sie zeigt wohl hin und wieder eine Spur von Seitenzweigen, die von ihr unter verschiedenen Winkeln und in verschiedenen Richtungen ausgehen, und gegen einen Rand hin oder in die Steinmasse verlaufen — sie sind aber mikroskopisch sein, so wie eine ähnliche Ader, die in geringer Entsernung von dieser, und fast in paralleler Richtung mit ihr, frei mitzten auf der Fläche eine Strecke fortläuft dagegen sindet sich ein Netz von ähnlichen Adern, gegen den einen Rand des Stückes, die teils von diesem, teils von sener Zauptzader ausgehen, und ebenso wechselseitig gegen einander sich verlaufen, unter sich verzweigen, einmünden, und verschiedentlich sich durchschneiden und kreuzen.

Alle diese Adern zeigen, sowohl auf der geschnittenen Fläche als an den, dieser entgegen gesetzten, frischen Bruchstellen, eine matte, schwärzlich bläulich oder dundel schieser graue Farbe, durch welche allein sie sich von der übrigen Steinmasse unterscheiden. Die Substanz selbst ist gar nicht fremdartig, durch gar nichts von sener gestrennt, sondern bloß durch die Farbe, durch diese aber scharf von ihr geschieden im Gegenteil ist die Verbindung und der Jusammenhang mit derselben sehr sest und innig, so zwar, dass die Steinmasse beinahe leichter quer über als an und in der Richtung dieser Adern bricht, zumal wenn sie von einiger Dicke sind. Die Unebenheiten sener setzen sich ununterbrochen und in derselben Richtung über diese fort der Bruch ist ganz derselbe, nur etwas dichter,

und an einer, obyleich nur kleinen Stelle der breiteren Ader, zeigt sich eine Spur von unvollkommen schiefriger Textur, in perpendikulärer, aber etwas schiefer und gekrümmter Richtung. Es wirkt diese Ader Substanz übrigens etwas stärker als die übrige Steinmasse, aber doch schwächer als die Außenrinde, auf die Magnetnadel, auch ist dicht an ihr und mitten in ihr, ebenso wie in der ganzen Masse, Gediegeneisen eingesprengt. Mit der Rinde des Steines hat sie weder der Farbe, noch weniger der Textur und übrigen Beschaffenheit nach, die geringste Ühnlichkeit. Von einer anderweitigen, dieser Substanz mehr oder weniger ähnlichen Beschaffenheit der Steinsnasse, von Absonderungsflächen oder metallischem Anssenger zicht sich an diesem Stücke keine deutliche Spur. 123

7.6 Salés.

Ein charakteristisches Stück, $2\frac{1}{2}$ Loth schwer, von dem am I2. März I798 bei Salés (nicht weit von Ville Franche, Departement du Rhone) in Frankreich¹²⁴ einzeln gestallenen Steine, der ungefähr 20 bis 25 Pfund wog, welches die kaiserl. Sammlung der gefälligen Mitteilung des Marquis De Drée verdankt.

¹²³ An einem Pleinen Stücke, daff ich selbst besitze, sindet sich eine Absonderungsfläche mit metallischem, graphitähnlichen Anfluge, ganz von der Art, wie an den Steinen von Pork, Sigena, Laponas zc.

¹²⁴ Der verzögerten Bekanntwerdung des Jactums, die wir den späteren, eistigen Nachforschungen des Marquis De Drée verdanken, und der Unbedeutendheit der niedergefallenen Masse ist es zuzuschreiben, dass nur mehr wenige Fragmente davon nachweisbar vorhanden sind, wovon sich eines im Mus. brit. zu London, aus Grevilles Vermächtnis, und ähnliche in De Drées, Blummenbachs und Chladnis Besitze sich besinden.

Es ist dasselbe von einer der größeren, abgeschlissenen Slächen dargestellt, die das Innere der Steinmasse auf einem Slächenraume von etwa $1\frac{1}{4}$ Quadrat-Zoll, und auf wenigstens $1\frac{1}{2}$ Zoll Entfernung von der äußersten Oberstäche des Steines zeigt, wo nämlich an einer Seite Rinde ansteht.

Der Kohäsions Justand ist beinahe eben so dicht und sest, wie am Steine von Charsonville die Zärte der Steinmasse im Ganzen doch bedeutend geringer, da sie nur schwer und schwach Funken gibt. Der Aggregats Justand ist zwar (des schon etwas häusiger und zum Teil mehr ausgesprochenen olivinartigen Gemengteiles wegen) im Ganzen gröber, doch beinahe eben so dicht und innig die Textur von ebenso seinem und gleichsörmigen Korne, beinahe noch in einem höheren Grade, und die ziemlich stark vorwaltende, aber im Ganzen nur wenig durch die Gemengteile herausgehobene Grundmassen von mattem, erdigem Unsehen, und von licht aschgrauer, beinahe gar nicht ins Bläuliche fallender Karbe.

Der olivinartige Gemengteil erscheint darin weit häusiger als im Steine von Charsonville, und teils, und zwar größten Teils, in ganz ähnlichen, ebenfalls nur schwach und undeutlich ausgesprochenen, sehr kleinen, schwach begrenzten und innig mit der Grundmasse verbundenen, runden, ovalen, mitunter auch stumpfeckigen Körnern und Mandeln von mattem, erdigem Unsehen, und licht und dunkler aschgrauer, mehr oder weniger ins

Bläuliche ziehender Farbe, die dem Ganzen ein schwach porphyrartiges Unsehen geben teils aber auch, obgleich in einem nur geringen Verhältnisse, in einzelnen, kleinen und größeren, scharf ausgeschiedenen und begrenzten (zum Teil selbst durch eine zarte, vertieste Linie von der Grundmasse abgesonderten), meistens vollkommen kugelichten (ganz jenen ausgesprochenern im Steine von Timochin und vielen von jenen im Steine von Zenares ähnlichen) Körnern, von dunkel bläulichgrauer, ins Lauchgrüne ziehender Farbe, etwas settigem Glanze, größerer Dichtheit, Särte, rissiger Oberfläche u. s. w., die auch auf den rohen Zruchssächen als insitzende Kügelschen mit hervorragender konverer Oberfläche, auch wohl schon ausgebrochen, erscheinen.

Der Gehalt an Gediegeneisen zeigt sich dagegen ungleich geringer als am Steine von Charsonville¹²⁵ (Timoschin u. v. a.), und die Eisenteilchen erscheinen größten Teils— außer in eben nicht sehr häusig eingestreuten, zarten Punkten und Körnern— von seltenerer Urt des Vorkommens, nämlich in beträchtlicheren Massen, die auf der polierten Fläche als unregelmäßig gestaltete, eckige, zum Teil gezackte und kleinästige, scharf begrenzte, aber

¹²⁵ Ich fand das spezissische Gewicht eines kleinen, rindelosen, und, nach möglichst genauer Prüfung, von größeren Gediegeneisenteilchen ganz freien Stücke = 3,434 da num aber das in größeren Massen zerstreut eingemengte Gediegeneisen im Ganzen dals mehr detragen dürfte, als das zart eingesprengte zusammen genommen, und ersteres demnach auf die ganze Steinmasse verteilt werden müsste so möchte das das spezissische Gewicht wohl zwischen 3,5 und 3,6 anzusetzen sein, welchem auch der wahre Total-Gehalt an Gediegeneisen, nach oberstächlicher Abschätzung (= etwa 0,08 bis 0,10) entspräche. (Vauquelin erhielt dei der Analyse 38 Perzent als Oryd.) Abgesehen von den größeren Eisenteilchen ist die Wirkung der Steinmasse auf den Magnet auch nur schwach, ebenso wie dei den Steinen von Lissa, stärker jedoch als bei senen von Siena und Benares.

fest eingeschlossene Flecke von licht eisengrauer, stark ins Silberweiße fallender Farbe, und mit starkem metallischen Glanze sich zeigen, und wovon einer der größeren hier, von ovaler, etwas keilförmiger Gestalt, 2 Linien in der Länge, und $1\frac{1}{2}$ in der größten Breite mißt. 126

Riesteilchen lassen sich nur äußerst wenige, höchst zart eingesprengt und seinkörnig angehäuft, auf der polierten Fläche durch eine mattere, auf dem Iinkgrauen etwas inf Rötliche stechende, auf den rohen Bruchflächen aber durch eine glänzendere, und mehr ins Gelbe ziehende Farbe von senen unterscheiden. Don Orydkörnern zeigt sich keine Spur, und von Rostslecken nur äußerst wenig. Jarte, mikroskopisch seine, schwärzliche Udern durchziehen die Masse nach allen Richtungen, ohne doch die Ränder, selbst dieser kleinen Fläche, zu berühren von Absonderungsslächen oder einem metallischen Ansluge sindet sich aber an diesem Stücke sonst keine weitere Andeutung.

7.7 Stannern.

Ein $13\frac{1}{2}$ Loth schweres Bruchstück von demselben großen, ursprünglich bei 4 Pfund schwer gewesenen Steine von Stannern, von welchem, durch Zerschlagen der davon erhaltenen Zälfte, auch das oben beschriebene und Sig. 5 der vorigen Tafel abgebildete Stück erhalten

¹²⁶ De Drée fand in einem Stücke diesel Steines ein 24 Gran wiegendes Korn von Gediegeneisen. 127 Es ist dieser Kief sehr spröde, leicht zersprengbar, und lässt sich sehr leicht zum seinsten Pulver zerreiben, zeigt sich aber auch als solches ganz ohne Wirkung auf die Magnetnadel.

worden war.

Dieses Bruchstück — von welchem hier des Raumes wegen nur ein Teil vorgestellt ist — zeigt auf seiner ganzen, bedeutend großen, rohen Bruchsläche von 5 Quadrat Joll Ausdehnung, an allen Rändern an Rinde anstoßend, das gewöhnliche, sehr zarte und seine, und hier ganz besonders gleichsörmige Gemenge der beiden erdigen Gemengteile von ganz gleicher Textur und Beschaffenheit, nur dass sich der olivinartige etwas durch Farbe und größere Dichtheit unterscheidet, ohne sich sedoch durch eine bestimmtere Form oder schärfere Begrenzung außuzeichnen.

Das Merkwürdige an diesem Stücke ist der ausgezeichenete Gehalt an Schweseleisen. Es ist dasselbe hier nur wenig in zarten Punkten und Körnern eingestreut, dages gen an mehreren Stellen in beträchtlichen Massen eingesmengt. Eine solche fast viereckige von \(\frac{1}{4} \) Joll Ausdehnung zeigt sich, und zwar ganz dicht, kaum auf I Linie Entsternung von der anstehenden Kinde an dem einen Kande, zerklüstet und in unregelmäßige, unbestimmt eckige, ziemlich scharskantige Bruchstücke zersprungen und bröcklig angehäust, von körniger Textur, ziemlich dunkelgrauer, weiß schimmernder, ins Kötliche stechender Sarbe, und mit schwachem metallischen Glanze. Un einer andern Stelle, ganz dicht an der Kinde, sindet sich eine kleinere Masse, die zum Teil wie geschmolzen aussieht, von pfauenschweissigem Sarbenspiele und etwas stärkerem Glanze.

8 Achte und neunte Tafel.

Der zweck der bildlichen Darstellungen dieser Taseln ist die Versinnlichung des merkwürdigen kristallinischen Gefüges der vorzüglichsten Gediegeneisen-Massen, deren meteorischer Ursprung teils saktisch erwiesen, teils höchst wahrscheinlich, ja unbezweiselbar ist, und deren Untersudung in jener Beziehung mir bisher möglich war. 128 Es

¹²⁸ Es ist die Entdeckung dieser Eigentümlichkeit des Gediegeneisens, wahrhaft meteorischen Ursprunges, schon seit mehreren Jahren ziemlich bekannt denn Berr Direktor v. Widmannstätten machte sie bereits im Jahre 1808 bei Gelegenheit der ersten physisch-technischen Versuche, die er mit der Ugramer Eisenmasse vornahm, und wir waren weit entsernt sie geheim zu halten, im Gegenteile ward dieselbe allen Wissenschaftsfreunden gelegenheitlich mitgeteilt, und jene Masse, an welcher (wie bereits oben erwähnt wurde) eine bedeutende Fläche neätzt worden war, um das Gefüne darzustellen, bleib nach wie vor, und zwar seit 1809, mit den übrigen vorhandenen Meteor-Massen und der zahlreichen Suite von aufgewählten Stücken vom Steinfalle zu Stannern vereinigt, und alf eine für sich bestehende Sammlung abneschlossen, am kaiserl. Mineralien Kabinette zur öffentliden Unsicht ausgestellt. Noch in demselben Jahre hatte Gerr v. Widmannstätten Gelegenheit, an einem aufgezeichnet schönen Ladenstücke vom sibirischen Eisen auf der Von der Rull'schen Sammlung — beren sachverständiger Besitzer sich sehr bereitwillig sand den Schnitt wund Schliff dieses kostbaren Stückef zu gestatten, da ef damit von der andern Seite ein höheres Interesse gewann im Jahre 1810 aber an dem Stücke vom Mexikaner Kisen, welches die kaiserl. Sammlung eben durch Klaproth erhalten hatte dann im Jahre 1812 an der großen Gediegeneisen-Masse, welche vom Manistrate zu Elbogen in Böhmen an das kaiserl. Naturalien-Kabinett abgegeben wurde endlich 1815 an dem Stücke vom karpatischen Eisen, welches Zerr Baron v. Brudern dem kaiserl. Kabinette zum Geschenke machte — sene interessante Entdeckung zu bewähren. Da sich jenes Gefüne auf ebenen und polierten flächen bei der Behandlung durch Utzung in tastbaren, und zwar nach Maßgabe der Dauer des Prozesses, in mehr oder weniger erhabenen und vertieften Siguren (en bastelief) auffpricht so kam Gerr v. Wismannstätten gleich Unfangs, bei der Ugramer Masse schon, auf die glückliche Bee, durch unmittelbare Abdrücke folder flächen mittelst Druckerschwärze Maffe felbst gleich alf natürliche Korm oder Stereotyp benützend — eine vollkommen getreue und leicht verwielfachbare Darstellung zu bewirken, und der gute Erfolg dieses Verfahrens veranlaffte unf 1813, von der großen geätzten Fläche der Ælbogner Masse, welche das Gefüge besonders schön und deutlich zeigte, folche unmittelbare Abdrücke in hinlänglicher Menge abziehen zu machen, um fie alf Belege zu einer Abhandlung zu gebrauchen, die wir damalf schon über diesen Gegenstand außuarbeiten und bekannt zu machen dachten. Allein Zeitumstände und Verhältnisse erschwerten unsere Arbeiten, die eine Reibe von mühsamen und ununterbrochenen Versuchen und Untersuchungen notwendig machten, und brachten unf zuletzt — wie mirf 1809 mit meinen früheren ähnlichen Unternehmungen ergangen war — ganz bavon ab, so bass sene Autografe bis zu dieser Stunde, als sie endlich eine neue Veranlassung — leider nur zu unvorbereitet und peremtorisch — ans Tageslicht ruft, unbenutzt liegen blieben. Inzwischen wurde der Gegenstand durch mündliche Mitteilungen, zumal durch Fremde und Reisende, immer mehr und mehr bekannter, und endlich, vorzüglich teils Surch Chlasni felbst — ber während seines Aufenthalts in Wien, im Frühjahr 1812, Zeuge unster früheren und damaligen Versuche war — teilf auf dessen Anregung öffentlich zur Sprache gebracht so äußerten Serr Gubernialrat Neumann in Pran, auf dessen Veranlassung, bei Gelegenbeit seiner

zeigt sich dasselbe am schönsten und deutlichsten auf ganz ebenen, rein abgeschliffenen und sein polierten Flächen solcher Massen — insofern diese nicht etwa durch künstliche Zitze oder durch mechanische Gewalt vorher eine Veränderung erlitten haben¹²⁹ — wenn dieselben mit Salpetersäure¹³⁰ übergossen werden, und diese eine Zeitlang auf die

Aadricht von der Elbogner Masse (1812, Zesperus, Zest ?), und nach dieses letzteren Mitteilung, Schweigger (1813, Journal für Chemie und Physik, 38. 7) ihre, und Ehladni selbst (1815, in Gilberts Annalen, 38. 50) seine Meinung und Ersahrung darüber, und auch unser Zerr v. Zammer erwähnte desselben dei Gelegenheit einer Mutmaßung über die orientalischen damaßierten Klingen (1815, in den Jundgruben des Orients, 38. 4, daraus im Zesperus Zest ?). Späterhin ward der Gegenstand vollends durch mich selbst in Gesprächen mit wissenschaftlichen Freunden, auf meiner Geschäftsreise nach Paris, 1815, in Deutschland und Frankreich verbreitet, und in der Solge durch Mitteilung von einzelnen Blättern sener autographischen Abdrücke an einige meiner Korrespondenten, dort und auch England noch genauer bekannt, und veranlasste die Äußerungen Gillet de Laumonts (Jour. des Mines, Vol. 38, Sept. 1815), und Sömmerrings (in einer Vorlesung an der königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften im Februar 1816, abgedruckt in der Bibl. univers. T. 7, und in Schweiggers Journal für Chemie und Physik, 38. 20), Schweiggers (in dessen Journal, 38. 19), und Leonhards (in dessen Tassenbuche für Mineralogie, 38. 12).

129 Wird nämlich ein Stück einer solchen Masse, und zwar bloß kalt und nur nach einer Aichtung mehr oder weniger platt gehämmert, dann erst abgeschlissen, poliert und geätzt so zeigen sich auf licht stahlgrauem matten Grunde nur wellenförmige und verschiedentlich gedogene und gekrümmte, nach verschiedenen Aichtungen, und nur zum Teil parallel verlausende, im Verlause sehr ungleich begrenzte, oft sleckartig ausgedreitete, erhabene Linien, und unregelmäßige, mehr oder weniger zusammenhangende Winkelzüge von licht stahlgrauer, start ins Silberweiße sallender Farbe und einigem Glanze. Wird ein solches Stück aber vollends heiß und nach verschiedenen Aichtungen gehämmert so erscheint eine höchst unvollkommene und verworrene Zeichnung, von der sich zuletzt, bei sortgesetzter ähnlicher Zehandlung, alle Spur verliert, und die licht stahlgraue Obersläche durch die Einwirkung der Säure nicht verändert, sondern nur etwas, und zwar im Ganzen und gleichsörmig, dunkler gefärbt und matt erscheint.

130 Schwefel und Salzsäure bewirken zwar dieselbe Erscheinung, aber nicht so vollkommen, und langsamer. Sehr konzentrierte rauchende Salpetersäure wirkt zwar schneller, aber oft zu tumultuarisch man tut am besten, dieselbe, wenn man gerade nicht schnell und tief ätzen will, mit etwa zwei auch drei Teil Wasser zu verdünnen. Die zu ätzende Kläche muss in eine seste, vollkommen horizontale Lage gebracht, und mit einem, etwa eine Linie hohen Saum oder Rand von Wachs umgeben werden, damit die Säure nicht absließe, die doch $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Linie hoch die Kläche gleichsörmig bedecken soll. Wenn die Ützung etwas tief zu geschehen hat, so ist notwendig die Säure zu wiederholten Mahlen zu erneuern, und dabei ist es gut, wenn man unter einem die Kläche sedes Mal mit reinem Wasser abswült, auch wohl mittelst eines Pinsels oder einer seinen Zürste abstreift, um sie von dem erzeugten Eisenoryde, und dem, bei Verdünstung der sludums, darauf niedergeschlagenen salpetersauren Eisen zu reinigen, welche die Einwirkung der frisch aufgegossenen Säure verhindern würden. Soll die Ützung sehr tief (z. B. $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Linie tief) eindringen so sordert dies, auch bei senem Versahren, mehrere Tage Zeit, und wenn man den Prozess beschleunigen will, muss die Wirkung der Säure außerdem noch durch Wärme, auch wohl durch Zusatz von etwas Salzsäure, verstärkt werden.

Oberfläche eingewirkt hat. 131 Die Einwirkung geht gewöhnlich auf der Stelle vor sich, und nach wenigen Minuten schon, oft augenblicklich, zeigt sich das Gefüge in den gleich näher zu beschreibenden geraden Streifen und winkeligen Kiguren, die sich aber noch gar nicht durch Erhabenheit und Vertiefung, sondern bloß, gleichsam als ein oberflächlicher Unflug, oder vielmehr wie angehaucht, durch Karbe und Glanz aufsprechen die Streifen nämlich erscheinen matt und von sehr licht stahlgrauer, die Sinuren oder Zwischenfelder danenen, welche von senen begrenzt oder eingeschlossen werden, zwar ebenfalls matt, aber doch — bei schiefer Richtung der Fläche — mit einis gem Schimmer von ihrem Rande her, und von ziemlich dunkler, eisengrauer Farbe die Ränder von beiden endlich sind von einer gemeinschaftlichen, zarten Linie eingefasst, die aber ebenfalls nur bei schräger Richtung und bei Wendungen deutlich sichtbar wird, und sich dann durch eine silberweiße Farbe, und durch einen starken, spiegelnden

¹³¹ Line Spur von dem Gefüge zeigt sich zwar schon, aber nur wie ein Zauch, und nur bei gewissen Wendungen gegen das Licht, auf einer Fläche die vorläufig auf dem Rohen geschliffen und adoucirt worden ist sie verliert sich aber nanz wieder während des weitern Polierens, so daff eine vollends fein polierte Släche, abgesehen von den durch Sarbe, Glanz und Textur sich außeichnenden, zerstreut eingemengten Massen der heterogenen bröckligekörnigen Substanz, ein vollkommen gleichförmiges Unsehen von licht stahlgrauer, mehr oder weniger inf Silberweiße fallender Sarbe, und von ziemlich starkem, metallisch spiegelnden Glanze zeigt. Ausfallend und aufgezeichnet schön aber spricht sich das Gefüge auf solchen fein polierten Slächen auf, wenn man dieselben, wie Stahl, auf die newöhnliche Urt durch Erhitzung blau anlaufen läfft. Unstatt nämlich, daff dieselben mit den bekannten Farben, auf dem Goldgelben ins Veildenblaue bis ins Dunkelblaue in allmählicher Progreffion nach der Dauer des Prozesses, gleichförmig anlausen, zeigen sie vielmehr diese Sarben, wenn der Prozess bis zum Erscheinen des Blauen gekommen ift, alle zugleich, und zwar nach den verschiedenen Teilen des Gefüges, eine ähnliche Zeichnung wie die Ützung bervorbringend. Die Streifen nämlich erscheinen purpurrot ins Blaue, die Zwischenselder oder Linuren bald auf dem Blauen, bald auf dem Aothen inf Goldnelbe (nach Glattheit oder Streifung berselben) verlaufend, die Känder oder Einfassungslinien aber, so wie selbst die zartesten Schraffierungslinien, rein Goldgelb, jene Maffen der körnig-bröckligen Substanz endlich von etwas matter und ins Messingnelbe fallender Sarbe.

Glanz außeichnet. In größeren oder kleineren Klüften, und in zarten, oft sehr feinen Aissen — welche sich ursprünglich schon und vor der Ützung auf der Obersläche zeigten — aber auch häusig zerstreut eingemengt und sest eingeschlossen, in einzelnen kleinen und äußerst kleinen Partien bröcklig ober feinkörnig angehäuft, oft auch nur als einzelne zarte Körner eingesprengt in die übrige Mestallmasse, erscheint eine andere metallische Substanz — insofern sie nicht hier und da durch Schnitt und Schlisser fläche ausgesprengt worden ist — von ziemlich starzem Glanze und silberweißer oder zinkgrauer, bisweilen etwas ins Gelbliche oder Rötliche ziehender Farbe, auf welche die Säure schon etwas weniger als auf die übrige Obersläche eingewirkt zu haben scheint.

Wird die Ützung längere Zeit fortgesetzt, so erscheinen die einzelnen Teile des Gefüges nicht nur immer deutlicher, sondern allmählich und immer mehr und mehr, und zwar in verschiedenen Graden vertieft, und es zeigen sich sene Streisen nun am tiessten, die Zwischenselder oder Siguren dagegen etwas weniger ties, deren Linfassungslinien aber und die Massen sener bröcklig-körnigen Substanz am er habensten. Zat man demnach die Ützung bis auf einen gewissen Grad¹³² fortgesetzt so ist die ganze Zeichnung eines unmittelbaren Abdruckes von der Fläche mittelst Druckersschwärze fähig, indem die erhabensten Stellen sich stark,

 $^{^{132}}$ Auf etwa $\frac{1}{12}$ Linie der tiefsten Stellen. Ef darf natürlich dieser Grad nicht um gar viel überschritten werden, weil sonst die minder erhabenen Stellen im Verhältnis zu den erhabensten zu tief zu liegen kommen, und sich nur schwach oder gar nicht ausbrucken.

die minder erhabenen schwächer, die tieseren dagegen sich gar nicht ausdrucken, und da sie alle regelmäßig abwecheseln und unter einander verbunden sind, so erhält man solcher Gestalt nicht nur eine ganz vollkommene und genaue Darstellung der geätzten Fläche, sondern auch ein treues Bild des natürlichen Gesüges der Masse, wie sich dasselbe durch die Ützung ausspricht.¹³³

¹³³Obaleich die Mönlichkeit des Vorkommens von wahrhaft meteorischem Gediegeneisen ohne solchem Gefüge nicht geradezu in Abrede gestellt werden kann, zumal wenn dasselbe nicht wahrscheinlich ist — von einer bloßen Zustands-Modissetation des reinen Metalle, und bloß von einer regelmäßigen medsanischen Lagerung und Sügung der Grundteilden, nicht aber von einer besonderen und eigentümlichen, chemischen oder mechanischen Verbindung mit andern Stoffen, einem eigenen Mischungs und regelmäßigen Mengungs und Absonderungsverhältnisse abhängen sollte so ist doch merkwürdig, dass dasselbe noch bei allen Gediegeneisen-Massen gefunden wurde, deren meteorischer Ursprung, wenn gleich nicht — so wie von der Agramer - faktisch erwiesen, aber doch der vollkommensten Ühnlichkeit wegen mit dieser und nach allen physischen und chemis schen Kriterien unbezweifelbar ist, und selbst bei den kleinen, mechanisch eingemengten Massen von Gedieneneisen in Meteor-Steinen — insofern dieselben nur Größe genug hatten, um darauf ohne Veränderung ihrer Struktur (durch allzustarke fletschung 3. 3.) untersucht werden zu können Sagegen Leine Spur Savon bei folden, die jenen Forderungen, eine ähnlide Gerkunft zu bewähren, nicht vollkommen entsprechen, und die auch nur insofern noch ihres Ursprunges wegen mehr oder weniger für problematisch angesehen werden, als sie zum Teil an Orten gefunden worden sind, wo man keinen Grund hat natürliche Eisenlager in der Aähe, oder die frühere Existenz von Eisenhütten zu vermuten, und ef sich zur Zeit nicht wohl begreifen lässt, wie sie dahin gekommen, oder durch welchen irdischen Prozest sie dort gebildet worden sein konnten: wie jene Massen von Aladsen, Mailand, Cilly, Kamfdorf, Slorac, u. m. a., die übrigenf aber auch def alf eigentümlich und charafteristisch (obgleich wohl nicht minder unter gewissen Aestriftionen) für senen Ursprung angesehenen Gehaltes an Mickel ermangeln, und daher umso billiger bezweiselt werden. Indes was ren wir, trotz wiederholten Versuchen, doch auch nicht im Stande, eine Spur jenef Gefügef an ben unf zu Gebote stehenden Stücken vom Kap'schen und dem Peruanischen Lisen zum Vorschein zu bringen, obgleich dieselben auf ganz verläfflichen Känden erhalten worden sind — so dass über beren Echtheit hinsichtlich ihrer Zerstammung kein Zweifel Statt finden kann — und da doch über deren unbezweifelbar meteorifden Ursprung — für welden selbst das andere als entscheidend betrachtete Kriterium, nämlich der Gehalt an Mickel, und zwar in einem ganz ähnlichen quantitativen Verhältnisse, und die meisten übrigen physischen und chemischen Eigenschaften, Bürgschaft zu leisten scheinen — vorlängst abgesprochen ist. Es frägt sich demnach noch, ob das Erscheinen dieses Gefügef als ein unbedingtes und beständiges Merkmal des meteorischen Gediegeneisens zu betrachten sei und beinahe ebenso sehr steht ef in Frage, ob ef denselben, wenigstens strenggenommen, ausichließend zukomme. Denn einerseits lässt sich die Mönlichkeit einer ähnlichen Zustands Modissikation und einer gleichen Tendenz zur Kristallisation, sowie einef ähnlichen Mischungs- und Mengungsverhältnisses mit ähnlichen Stoffen (mit Schwefel zu Lisen- und Magnettief mit Kohle zu Stahl und Graphit mit Silicium, Magnesium, und vielleicht selbst mit Nickel), se nachdem dieses ober jenef alf nächste Ursache jener Erscheinung zu Grunde läge, bei terrestrischem und künstlich erzeugtem regulinischen Eisen nicht läugnen, in Gegenteile beweisen ersteres deutliche Unzeigen eines und zwar gang ähnlichen Briftallinischen Gefüges, im Bruche mancher Robeisen-Stücke, letzteres (nur wie ef fideint, mit Uufnahme def Midelf zur Zeit noch) die Refultate mehrerer Unalyfen verfidiedener Urten von Roh, und Frischeisen-Massen (man sehe was hierüber Zerr Professor Zausmann in dem

Die neunte Tafel zeigt nun einen solchen unmittelbaren Abdruck von einer großen, auf den gehörigen Grad geätzten Fläche an der Lisenmasse von Llbogen, die ich ihres autographischen Vorzuges wegen, und da sie das zusammen gesetzteste Gefüge zeigt, nach welchem sich senes der übrigen Massen am besten vergleichend beschreiben lässt, als Norm wähle, obgleich dieses Vorrecht, an sich und der Folgerungen wegen, der Agramer Masse, als Prototyp, gebührte. 134

Bei Betrachtung dieses Abdruckes fallen nun auf den ersten Blick oben erwähnte Streisen auf, welche, da sie

gehaltreichen Auffätze — Specimen Crystallographiae metallurgicae — vorgelesen im Mai ISIS in der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, und abgedruckt in den neuern Schriften berselben, 38. 4, 1820, in beiden Beziehungen vorgebracht hat), andererseits zeigt beinahe sedes tünstliche Roheisen (so wie namentlich auch das Cillier, des Sundortes wegen für problematisch angesehene, metallische Eisen) eine, obyleich nur entfernt ähnliche, und keineswegt so regelmäßige Sinurierung, und zwar stets und in manninfaltin abweichenden Modifikationen, die sich auch nur schwach, bloß oberflächlich und newöhnlich sowohl nach dem Schliffe als nach der feinen Politur, durch Atzung aber (unsern Erfahrungen nach) keinesweges vollkommener und en bastelief (wie auch Daniells Versuche lehren — mit deren Resultaten man übrigens die unserer Atzungsversuche mit dem Meteor Eisen verwechselt zu haben scheint — wohln wohl auch das, durch eine ähnliche Prozedur bewirkte und auf gleichem Prinzipe beruhende, Moirieren des verzinnten Blechef zu zählen sein durfte) auffpricht: inzwischen hat doch Gillet de Laumont, seiner Versicherung nach, an einem Stücke durch Kunst geschmolzenen, reinen, regulinischen Eisen, von besonderf deutlich blätterigem Gefüge (en grand lamef), tiefe, glänzende Streifen (def strief profondes), die sich sogar ebenso (?) und zwar unter gleichen Winkeln, wie am Elbogner Eisen, durchkreuzten, durch Utzung erhalten.

Aichts besto weniger dürfte denn doch das Erscheinen senes Gefüges von der Art und Beschaffenheit, wie es sich am Agramer Eisen, als Prototyp, und diesem ganz ähnlich, und mit nur sehr undedeutenden Abweichungen bei der Böhmischen, Karpatischen und Merikanischen derben Eisenmasse zeigt, für das Meteor-Eisen charakteristisch, und demselben ausschließlich eigentümlich sein, so wie dasselbe auf ein Mischungs und Mengungsverhältnis, auf eine Vereinigung und Absonderung von Bestand und Gemengteilen nach einem bestimmten Affinitäts und Kristallisationsgesetze, und auf einen Prozess hinzubeuten scheint, auf welche wir von nichts ganz ähnlichem, auf unsern Planeten vorkommenden, nach Analogie schließen können.

134 Ef war nicht möglich, von dieser und den übrigen Gediegeneisen-Massen, ähnliche, zur Bekanntmachung geeignete autographische Darstellungen ihres Gefüges auf der Stelle zu bewerkstelligen, indem die Justandebringung viele Zeit raubend mechanische Vorarbeiten und Vorkehrungen notwendig gemacht hätte. Sie sollen für eine künftige Veranlassung vorbereitet werden. Vorläusig sinden sich von denselben auf der achten Tasel mit möglichster Genausgkeit auf freier Jand lithographisch nach der Natur gesertigte Kopien.

auf der geätzten fläche die tiefsten Stellen ausmachen, hier unabyedruckt und weiß, und nur durch ihre Begrenzung — durch sene erhabenen Linfassungslinien bezeichnet erscheinen, insofern nicht einige zart erhaben punktiert, gestrichelt oder gestreift vorkommen. Da sich diese Streifen häusig durchschneiden, durchkreuzen, und folglich sich wechselseitig und hinsichtlich ihrer Verteilung sehr unregelmäßig unterbrechen, so erscheinen sie von sehr verschiedener Ausbehnung in der Länge, und zwar hier von einer halben bis zu sieben Linien, und beinahe in allen denkbaren Zwischenmaßen dagegen zeigen sie nur wenig Verschiedenheit in der Breite, die nur zwischen $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{2}$ Linie abweicht, und nur bei einzelnen wenigen $\frac{3}{4}$ oder eine ganze Linie beträgt. Bey etwas genauerer Betrachtung findet man bald, dass diese Streifen regelmäßig und genau, aber ungleich an Menge und ganz unordentlich in der Aufeinanderfolge, einer drei- und zum Teil einer vierfachen Richtung folgen dass die nach einer Richtung gehenden unter sich einen vollkommenen Parallelismus beobachten, und dass sie sich nach diesen verschiedenen Richtungen regelmäßig und unter bestimmten Winkeln durch schneiden oder unterbrechen. Die eine dieser Richtungen geht (nach der Lage der fläche, in welcher dieselbe hier vorgestellt ist — mit dem schmälern Teile nach oben —) vollkommen senkrecht. Die Streisen welche ihr folgen, scheinen von allen übrigen am häusigsten und am gleichförmigsten verteilt vorzukommen, sind auch unter sich am

gleichförmigsten, die schmälsten, zartesten, und am schärfsten gerandet oder begrenzt. Die andere Richtung geht schief von der Rechten zur Linken abwärts, so dass die Streifen — welche im Ganzen minder zahlreich, ziemlich gleichförmig verteilt, aber ungleichförmiger unter sich, meistens länger und etwas breiter (so dass an Masse im Ganzen das ersetzt wird, was etwa an Menge gegen erstere gebrechen möchte), und nicht so schnurscharf gerandet sind — die ersteren meistens unter einem Winkel von 60° (nur selten unter einem merklich davon abweichenden und dann doch immer zwischen 56 und 65 fallenden Winkel) durchschneiden. Die dritte Richtung geht sener entgegen gesetzt, schief von der Linken zur Rechten abwärts, und die derselben folgenden Streisen sind noch weniger zahlreich selbst als letztere, dagegen meistens bedeutend länger, und im Durchschnitt auffallend breiter (so dass sich das Verhältnis der Masse gegen sene wieder außugleichen scheint), viel ungleichförmiger verteilt, noch weit ungleichförmiger unter sich, weniger scharf und sehr ungleich begrenzt — so dass sie in ihrem Verlaufe nicht selten ungleich breit, hie und da bauchig und geschweift erscheinen — und sie durchschneiden die Streifen der senkrechten Richtung sowohl, als die der andern schiefen, unter yanz ähnlichen Winkeln wie diese sene, so dass durch ihre wechselseitige Durchkreuzung Dreiecke gebildet werden, die teils, und zwar meistens, vollkommen gleichseitin, teils gleichschenklich (wo zwei Winkel gleich sind,

3. \mathfrak{Z} . = 62 zum dritten = 56°), teils, obyleich nur selten, ganz ungleichseitig sind (z. B. mit Winkeln = 56, 60 und 64°). Außer diesen zeigen sich ähnliche Streifen, aber in ungleich geringerer Menge, meistens partienweise von 3, 4 bis 8 und 9 zusammen gereiht, dicht aneinander, und sehr ungleichförmig verteilt. Diese sind höchst ungleichförmig unter sich, bald kurz, bald lang, von I bis 6, und selbst von 9 Linien Länge, aber bedeutend breiter als alle vorigen, von $\frac{1}{4}$ bis zu einer vollen Linie, im Verlaufe übrigens oft sehr abweichender Breite, und meistens sehr ungleichförmig begrenzt, so dass ihre Känder oft sehr ausgeschweift und gebogen erscheinen. Ihre Richtung geht (bei obiger Lage der Fläche) schief von der Linken zur Rechten abwärts, also gleich sener der Streisen der dritten Aichtung, aber nicht parallel mit dieser, sondern unter einem Winkel von beiläusig 27° mit derselben sich kreuzend, und demnach die Streifen der beiden übrigen Richtungen unter andern Winkeln als diese durchschneis dend, worauf nun wieder mehr oder weniger ungleichseis tine Dreiecke, und zwar von dreierlei Urt erwachsen, die aber nicht zahlreich vorkommen, da der Streifen dieser Richtung verhältnismäßig nur wenige, und diese meistens partienweise zusammen gehäuft sind. 135

¹³⁵ Um sich eine deutliche Ansicht und eine leichte Unterscheidung dieser verschiedenen Streisen nach ihrem meist schnurgeraden, aber oft unterbrochenen Lause, von den verschiedenen Richtungen welche sie verschieden, von dem Parallelismus den sie hierin halten, und von ihren häusigen Durchkreuzungen, zu verschaffen tut man am besten, wenn man alle Streisen einer seden Richtung, ihrem ganzen Verlause nach, mittelst eines Lineals mit verschieden gefärbten Zeichenstiften (Pastel- oder Wachs-Crayons) übersährt so wie, um sich eine möglichst genaue Vorstellung von der Sorm der Dreiecke und der Zeschaffenheit der Winkel zu verschaffen, wenn man einige dieser

Bei weiterer Betrachtung des Abdruckes bemerkt man ferner häusige, größere und kleinere, sehr ungleichsörmig verteilte und unregelmäßig zerstreute, meistens dreieckige, bisweilen aber auch rhomboidale oder trapezoidale (keisneswegs aber vollkommen viereckige — wie zum Teil behauptet wurde — als welche bei dieser Struktur nicht wohl vorkommen können) Siguren, Selder oder Zwisschenräume, welche durch die Durchkreuzung von 3 oder 4 sener Streisen verschiedener Richtungen, oder durch das Zusammenstoßen zweier Dreiecke, gebildet werden, und notwendig gebildet werden müssen, insofern nicht sene Streisen — was bisweilen der Sall ist — dicht an einsander stoßen, und solcher Gestalt gar keinen, wenigstenskeinen dem freien Auge auffallenden, Zwischenraum lassen.

Die Form der Dreiecke und die Zeschaffenheit ihrer Winkel entspricht senen regelmäßigen Aichtungen und den oben annenebenen Durchkreuzungspunkten der Streisen.

solcher Gestalt gefärbten Streifen über den Abdruck hinausieht, und so weit verlängert, bis sich alle, ihrer Aichtung nach entgegen gesetzten, außerhalb des Abdruckes wechselseitig durchkreugen. Man erhält folder Gestalt, und zwar nach einem beliebin proßen Maßstabe, viererlei Dreiecke nämlich: auf der Durchtreuzung der drei ersteren, regelmäßigen und fast gang beständigen Aich tungen, ein meistens mehr oder weniger vollkommen gleichseitiges Dreieck mit Winkeln von 60° (und wenn man will und mit Präzision verfährt, auch alle Pleinen Abweichungen davon, die sich jedoch ziemlich auf Dreiecke mit Winkeln von 62, 62 und 56°, oder 60, 64 und 56° beschränken), und bann auf der Durchkreugung der Streifen der vierten unregelmäßigern Aichtung mit je zwei und zwei der vorher gehenden, dreierlei mehr oder weniger ungleichseitige und ungleichschenkliche Dreiecke (meistens mit Winkeln = 95, 60, 25 oder 98, 55, 27 serner = 25, 120, 35 oder 30, 115, 35 endlich 60, 85, 35 oder 65, 76, 39°. — Abweichungen, die übrigenf bei oft mangelhafter Schärfe der Streifen und ummöglich zu erreichender Präzision in der Darstellung und Meffung, wohl mehr von der Unvollkommenheit der Bestimmung, als von der Unregelmäßigkeit des Gefüges herrühren möchten). Die Ahomben und Trapezen, die durch einzelne Streifen entstehen, welche, einem der Schenkel jener Dreiecke parallel, diese durchschneiden und Segmente derselben bilden, zeigen dem ursprünglichen Dreiecke entsprechende Winkel und Winkel-Supplemente demnach bei solder Durchschneidung vollkommen gleichseitiger Dreiecke — die hier am häusigsten vorkommen ein Winkel Supplement von 60, folylich Winkeln von 120°, wie sie Gillet de Laumont, Leonhard, Schweigner u. a. bemerkt haben.

und die der Rhomben und Trapezen jenen Dreiecken, insofern diese durch einzelne, irgendeiner sener Richtungen parallellaufende Streifen wieder durchschnitten, oder in Abschnitte neteilt worden sind. Es erscheinen diese Sinuren oder kelder hier nicht nur im Umrisse, indem sie von jenen, ihnen sowohl als den Streifen als gemeinschaftliche Scheibewand dienenden, erhabenen, und folglich im Abdruck erscheinenden Linien begrenzt werden, sondern selbst ihrer Oberfläche nach, obyleich etwas schwächer ausgedruckt, und zwar glatt und gleichförmig, oder mehr oder wenig — und in diesem Kalle etwas stärker ausgedruckt - mitrostopisch zart punttiert, gestrichelt ober gestreift, und dies zwar in verschiedenen, oft sich durchkreuzenden, aber stets ihren Kändern oder den Linfassungslinien und den angrenzenden Streifen parallel laufenden Richtungen.

Ferner bemerkt man, hie und da zerstreut, zwischen und auch oft mitten in den Streisen, mehr oder minder stark abgedruckte, größere oder kleinere, ganz unregelmäßig und verschieden gestaltete flecke und Punkte, welche ähnlichen Erhabenheiten der Metall-Masse auf der geätzten fläche, und senen bereits erwähnten, mechanisch eingemengten Massen der heterogenen bröcklig-körnigen Substanz entsprechen.

Endlich zeigen sich in diesem Abdrucke ziemlich häusige (wohl zwischen 50 und 60) und dem Anscheine nach ganz unregelmäßig zerstreute, mehr oder weniger fleckartige, oft ziemlich große, 2, 4, 6, 8 bis 12 und 16 Linien lange, und $\frac{(2-3)}{12}$ und $\frac{1}{2}$ bis 2 Linien breite, meistens gegen beide Enden spitz zulaufende Striche, welche die Oberfläche in sehr verschiedenen Richtungen, doch, wie es scheint, nicht ganz und gar unabhängig von senem regelmäßigen Gefüge (indem doch wenigstens drei Richtungen vorherrschen, nach welchen auch diese Striche einen Parallelismus zeigen, obyleich kaum eine davon mit einer der Streifen koinzidiert), durchkreuzen. Es erscheinen diese Striche hier größten Teils oder ganz unabgedruckt, und nur im Umrisse durch die begrenzende, abgedruck Umgebung annedeutet — indem sie beträchtlich tiefen, leeren Rissen entsprechen, die sich, wie bereits oben erwähnt wurde, in der Metall-Masse selbst, schon vor der Utzung der Fläche vorfanden — und nur zum Teil fleckig oder punktiert, insofern diese noch mit Bröckeln und Körnern obiger heterogener Substanz, die durch den Schnitt und Schliff nicht vollends ausgesprengt wurden, stellenweise ausgefüllt sind. 136

Diese verschiedenen Teile in welchen sich das Gefüge durch den Abdruck ausspricht, zeigen sich nun auf der geätzten Metall-Fläche selbst, von folgender Beschaffenheit.

Die nach den vier Aichtungen gehenden Streifen ersicheinen bei diesem Grade von Ützung als die tiefsten

¹³⁶ Lin besonderer Abdruck von der geschnittenen und polierten Fläche vor der Ätzung, gab ein reines und deutliches Bild dieser, die Gleichsörmigkeit und Somogenität der Metall-Masse unterbrechenden Striche, und von deren Beschaffenheit, Verteilung und Aichtung.

Stellen (jene Risse ausgenommen, die aber nicht durch die Ützung zum Vorschein gebracht worden sind), und zwar alle von ganz gleicher Tiefe die Ränder aber, die im Abdrucke deren Kontur gaben, am erhabensten, als Leisten oder dünne Zwischenwände, durch welche jene unter sich sowohl als von den Siguren oder Seldern geschieden erden, und die deren, nun zum Teil ausgeätzte, Substanz begrenzen und gleichsam einfassen, daher wir sie Linfassungsleisten nennen wollen.

Die vertiefte Oberfläche, oder die rückständige Substanz dieser Streisen, hat ein etwas raues, unter dem Mikroskope gleichsam flachnarbiges oder platt runzlichtsaltiges Ansehen, eine Zinkweiße Farbe, und einen schwaschen metallischen, etwas seidenartig schimmernden Glanz die Leisten dagegen sind vollkommen glatt, und haben eisne licht stahlgraue, stark ins Silberweiße ziehende Farbe, und einen sehr starken, spiegelicht metallischen Glanz.

Einige (obyleich hier nur wenige) dieser Streisen erscheinen teils durch einzelne wenige, und dann ziemlich starke, teils aber auch durch sehr viele, dicht an einander gereihete, und dann mehr oder weniger zarte, ost miskroskopisch seine, bisweilen bloß auf zusammen gereihesten Punkten oder kurzen Strichelchen zusammen gesetzte, ost im Verlause aussetzende, abgebrochene, erhabene Lisnien — die unter sich sowohl als den Einsassungsleisten parallel, aber nicht vollkommen geradlinig, sondern meisstens etwas gebogen oder fast wellenförmig verlausen —

der Länge nach gestreift. Es haben diese Linien, die wir zum Unterschiede Streisungs — oder besser, zumal sie eine entsprechende Wirkung hervor bringen — Schrafssierungsleisten nennen wollen, gleiche Zöhe mit den Linsfassungsleisten (daher sie auch im Abdrucke erscheinen), mit welchen sie selbst ihrer Substanz nach von ganz gleischer Zeschaffenheit zu sein scheinen, wie sie denn auch dieselbe Zestimmung haben, indem sie ähnliche Streisen begrenzen, nur dass diese oft so mikroskopisch zart sind, dass sene Leisten sich fast berühren.

Die Felder oder Siguren, welche zwischen senen Streisen liegen — durch deren Zusammenstoßen und Durchstreuzen sie gebildet werden — erscheinen zwar ebenfallstieser als die Einfassungsleisten — die zwischen ihnen und den Streisen gleichsam die gemeinschaftliche Scheidewand bilden, und daher im Abdrucke auch zugleich die Form und Begrenzung sener bezeichnen — aber bei weitem nicht so tief geätzt wie die Streisen, wie sich denn auch ihre Obersslache, zumal wenn diese rau oder gestreist ist, bei einem gewissen Grade von Ützung, obgleich schwächer als die Einfassungsleisten, abdruckt.

Es haben diese Felder eine eisengraue Farbe, ein ganz mattes metallisches Unsehen, und teils eine glatte, teils aber, und zwar durchaus oder nur zum Teil, meistens gegen die Winkel zu, eine raue, mikroskopisch sein gekörnte Oberfläche sehr viele aber haben dieselbe ganz, oder zum Teil, zart erhaben gestreift. Diese Streifung (Schraffierung) wird, so wie vorhin bei den Streifen bemerkt wurde, durch yanz ähnliche, aber yewöhnlich äußerst zarte und mitrostopisch seine, mehr oder weniger, doch meistens sehr dicht aneinander gereihete, erhabene Linien oder Leisten hervorgebracht, die, bei ihrer Menge und Zartheit, mittelst ihres Glanzes diesen Feldern oft einen seidenartis gen Schimmer geben. Es laufen diese Schraffierungsleis sten aber auf den einzelnen Feldern nur höchst selten bloß nach einer Richtung (wie dief bei den Streifen der Kall ist), sondern gewöhnlich erscheinen sie partienweise, und zwar parallel unter sich sowohl als mit ebenso vielen Seitenrändern, nach zwei oder drei Richtungen, die sich im Kleinen ebenso und unter ähnlichen Winkeln durchschneiden und durchkreuzen wie die Streifen im Großen (daher eine wahre Schraffierung bewirken). Sehr oft sind diese Leisten nicht nur einzeln oder partienweise solcher Gestalt unterbrochen, sondern sie selbst setzen oft aus, und lassen einen glatten Zwischenraum, oder erscheinen bloß als in eine Linie gereihte Punkte oder Strichelchen. Beinahe jedes feld hat seine eigentümliche Schraffierung, ohne Bezug auf die nächstlieuenden. Jene vertieften Streifen scheinen eine vollkommene Trennung oder Isolierung zwischen denselben zu bewirken. Es scheint dieselbe übrigens von den Kändern der felder oder von den Linfassungsleisten her ausgegangen zu sein, wenigstens zeigen sich hier immer die meisten Leisten, auch wenn sich im Mittel oft gar keine sinden und sie selbst nicht weit hinein reichen, sonbern als abgebrochene Strichelchen an einem der Känder erscheinen inzwischen zeigt sich doch auch oft im Mittel eines Feldes die Streifung fleckweise unterbrochen so dass z. B. mitten in einer Partie senkrecht lausender Leisten ein Fleck von ganz unregelmäßiger Form von solchen einer schiesen Richtung vorkommt. In manchen Feldern erscheint die Streifung nur in Gestalt zarter, mikroskopisch seiner, mehr oder weniger dicht und anscheinend ganz unordentlich zerstreuter, noch gar nicht in parallele Linien und nach einer bestimmten Richtung gereiheter, erhabener Punkte. Die glatten Felder erscheinen etwas tieser geätzt, zumal aber ist ihr Mittel bisweilen grubenartig vertieft, gleichsam eingesunken, indes sich der Kandallmählich gegen die Einsassungsseisten zu erhebt.

Die im Abdrucke bemerkten größeren und kleineren, unregelmäßig gestalteten und zerstreut in und zwischen den Streisen erscheinenden Flecke und Punkte, zeigen sich hier als erhabene Massen, und zwar größten Teils von gleicher Zöhe mit den Linfassungsleisten, mitunter aber auch etwas tiefer, und daher und überhaupt bei näherer Betrachtung der Oberfläche noch ungleich häusiger als im Abdrucke, so dass die Masse ganz damit durchsäet erscheint, aber in allzu zarten Körnern, als dass sie, oft ihrer Erhabenheit ungeachtet, durch den Abdruck bemerken verden konnten. Die Substanz derselben zeichnet sich

¹³⁷ Um eine deutliche Vorstellung von der merkwürdigen Beschaffenheit der Obersläche dieser Selder zu verschaffen, ist eine stark vergrößerte Darstellung mehrerer derselben durchauf notwendig, welche nebenher in dieser Zwischenzeit mit der gehörigen Genausgkeit zu Stande zu bringen ich nicht vermochte.

von der übrigen Metall-Masse durch ein bröcklig-körniges, oder doch rissiges Aussehen, eine matte, dunkeleisengraue, im Schlisse aber hier stark und beinahe ganz rein inf Silberweiße fallende Farbe und starkem spiegelnden Glanze aus.

Abnliche, aber meistens mehr vertiefte, und daher im Abdrucke nur im Umrisse und undeutlich erscheinende, und größten Teils rundliche oder ovale Flecke von verschiedener, zum Teil bedeutender Größe (von ½ bis über 2 Linien im stärksten Durchmesser), zeigen sich ziemlich häusig und ganz unordentlich zerstreut, aber scharf besprenzt, zwischen den Streisen und Feldern gleichsam wie eingeknetete oder eingekeilte Massen oder Körner von matter, schwärzlich eisengrauer, durch den Schliss nur wenig veränderter Farbe, glatter Oberfläche und einem Unsehen, das zwischen senem der Substanz der Felder und sener bröcklinskörnigen gleichsam das Mittel hält.

Die beim Abdrucke erwähnten fleckartigen Striche erscheinen hier alf wahre Risse und enge Klüste, die zum Teil ziemlich tief (oft über eine Linie), teils senkrecht, teils schief in die Masse eindringen, und die schon ursprüngslich vorhanden waren und nicht erst durch die Ützung hervor gebracht worden sind dagegen ist wohl durch den Schnitt und Schliss der Släche die ursprünglich in densselben enthalten gewesene, bröckligskörnige Substanz—die mit sener in einzelnen Körnern zerstreut eingesprengsten von ganz gleicher Beschaffenheit ist — vermöge ihrer

Sprödigkeit und bröckligen Unhäufung, mehr oder weniger aufgesprengt worden, und die Risse erscheinen daher stellenweise leer und im Abdrucke demnach bloß nach ihrem, von den angrenzenden erhabenen Teilen bestimmten Umrisse, oder nur sleckweise aufgedruckt.

Eine auf der achten Tafel gegebene, mit möglichster Genauigkeit auf freier Zand lithographisch nach der Matur kopierte Darstellung eines auf ähnliche Urt und in einem gleichen — zum Abdrucke geeigneten — Grade geätzten Plättchens von der Ugramer Lisenmasse, zeigt ein ganz ähnliches Gefüge, nur mit folgenden kleinen Abweichungen. 138

Die Streisen zeigen sich nämlich hier nur nach drei Richtungen, und zwar in den drei regelmäßigeren, nach welchen sie vollkommen parallel verlausen, und zwar so, dass sie sieh unter Winkeln von beiläusig 56, 50 und 74° kreuzen die der vierten Richtung sehlen ganz und gar, und es sinden sich demnach, als durch sie gebildete Zwischenselder oder Siguren, nur einerlei, und zwar mit äußerst wenig Abweichung, ungleichschenkliche Dreiecke, und, auf deren Verbindung und Durchschneidung, Rhomben und Trapezen, ebenfalls von wenig Abweichung und mit leicht zu bestimmenden, senen obiger Dreiecke entspredenden Winkeln. Die Zeichnung erscheint solcher Gestalt viel einfacher, gleichsörmiger, und zum Teil regelmäßis

¹³⁸ Die Beschreiung ist teils von diesem Plättchen, teils von einer auf der Masse selbst geätzten Fläche (deren oben bei Beschreibung der Masse Erwähnung gemacht wurde), von 6 Quadrat-Zoll Ausbehnung, genommen.

ger, als bei der Elboyner Masse.

Die Streifen felbst, die im Ganzen jedoch merklich minder zahlreich, dagegen aber etwas stärker und breiter als an sener Masse vorkommen — baher das ganze Gefüge ein etwas gröberes Unsehen hat — sind übrigens ebenso ungleichförmig verteilt, und die einer Aichtung auf ähnliche Urt partienweise zusammengehäuft, und nach diesen Richtungen, mit auffallender Ubereinstimmung, ebenso an Menge und Masse abweichend, wie an sener auch durchschneiden und unterbrechen sie sich in einem ähnlichen Grade, und erscheinen demnach im Ganzen von ähnlicher Länge, nur, wie bemerkt, im Durchschnitte von etwas stärkerer Breite — boch so, dass die breitesten kaum ½ Linie erreichen — und mit einer ähnlichen und übereinstimmenden Abweichung in derselben nach der verschiedenen Richtung, zeigen aber nach beiden Dimensionen etwas mehr Gleichförminkeit.

Auf der geätzten fläche selbst zeigen diese Streisen eisne etwas minder raue und narbige oder faltige, bisweilen sogar eine ganz glatte Oberfläche, eine mehr ins Silbersweiße fallende Farbe, dagegen etwas weniger Glanz als die der Elbogner Masse, erscheinen aber häusiger übrisgens ganz auf ähnliche Art schraffiert, und die erhabenen Känder oder Einfassungsleisten weniger silberweiß, mehr stablyrau, und etwas schwächer glänzend.

Die Zwischenfelder oder Siguren haben hier eine etwas dunktere, mehr schwärzlich-graue Farbe, sonst dasselbe Un-

sehen und dieselbe Beschaffenheit wie sene der Elbogner Masse, nur dass sie im Durchschnitte seltener und meistens nur teilweise, gewöhnlich auch bloß nach einer Richtung — einer Einfassungslinie parallel — gestreift, dagegen häusiger rau und zart gekörnt und nur selten ganz glatt vorkommen, daher auch die meisten nicht bloß im Umrisse, sondern mit ihrer ganzen Obersläche im Abdrucke ausgedruckt erscheinen. Merkwürdig ist, dass einige, zumal kleinere, solche Selder ebenso erhaben, glatt und glänzend wie die Einfassungsleisten, von ganz gleichem Ansehen und gleicher Beschaffenheit, und gleichsam mit denselben zusammen geslossen erscheinen, als wenn ihre Substanz in diese übergegangen wäre.

flecke und Punkte von der bröckligskörnigen Substanz in den Streisen zeigen sich, sowohl im Abdrucke als auf der geätzten fläche, im Ganzen nur sehr wenige, und ebenso sinden sich auch wenigere eigentliche Risse, dages gen mehr fleckartige, sehr unregelmäßig und unordentlich zerstreute, zum Teil ziemlich große, mehr oder minder mit solcher Substanz — die aber hier eine mehr Zinksweiße und etwas, teils ins Messinggelbe, teils ins Rötliche fallende Farbe hat — ausgefüllte Klüfte.

Von der besonderen, in rundlichen Massen gleichsam eingekeilten metallischen Substanz, sindet sich hier keine deutliche Anzeige.

Auf derselben Tasel sindet sich eine auf ähnliche Art versuchte Darstellung einer ebenso geätzten Platte von der Lisenmasse von Lénarto, welche in Vergleichung mit beiden vorigen folgende Abweichungen im Linzelnen des Gefüges zeigt.¹³⁹

Die Streisen erscheinen hier ebenfalls nur nach drei Richtungen, die sich aber unter ganz andern Winkeln, nämlich meistens und mit kaum merklichen Abweichungen von beiläusig 77, 77 und 26° kreuzen, und daher gleichschenkliche, aber lang gezogene und scharf zugespitzte Dreiecke, und diesen entsprechende rhomboidale und trapezoidale Segmente zu Zwischenseldern haben. Die Zeichnung ist demnach ebenfalls einsacher und gleichsörmiger, und selbst noch mehr als an der Agramer Masse, da die Anzahl der Streisen im Ganzen noch bedeutend geringer ist und diese noch weit seltener durch Aisse und Klüste unterbrochen werden.

Die Streifen selbst, da sie im Ganzen ungleich weniger zahlreich sind, durchschneiden sich weit seltener, sind dem nach um so länger, so dass die meisten von 6 bis 7, viele selbst von 12 bis 15 Linien Länge erscheinen inzwischen sinden sich doch auch viele $\frac{3}{4}$, 2 bis 4 Linien lang. Sie haben dabei eine ungleich stärkere Breite als an den beiden vorigen Massen, die meisten zwischen $\frac{(7und9)}{12}$ bis zu $1\frac{3}{12}$ Linie, daher das Gefüge im Ganzen noch ein ungleich gröberes Unsehen hat, als das der Ugramer Masse. Sie sind übrigens etwas gleichsörmiger verteilt, oder, wenigstens übrigens etwas gleichsörmiger verteilt, oder, wenigstens

¹³⁹ Auch diese Beschreibung ist nicht bloß nach der vorgestellten Platte, sondern nach noch zwei, in verschiedenem Grade geätzten Flächen, von 12 Quadrat-Joll Ausbehnung, an großen Stücken von dieser Masse abgesasst.

den verschiedenen Richtungen nach, weniger partienweise zusammen gehäuft, dagegen bei weitem weniger scharf begrenzt, und selten geradlinig, sondern meistens bauchig und geschweift und oft wie ausgeflossen so dass viele der kürzeren, bei ihrer Breite, oft als Flecke erscheinen und dadurch die Regelmäßigkeit des Gefüges stören.

Auf der neätzten fläche haben diese Streifen ein beinahe durchauf yanz ylattes, yar nicht narbiges oder faltiges, sondern nur bisweilen ein etwas streisiges Unsehen, eine zinkgrauliche, mehr ins Bläuliche als Weiße ziehende Sarbe, und einen etwas stärkeren, und zwar schimmernd seiden-fast atlasartinen, metallischen Glanz. Mur wenine erscheinen gestreift, und diese nur zum Teil und durch einzelne, weit abstehende und abgebrochene Schraffierungs leisten dagegen finden sich in denselben einzelne Körner und Massen sener bröckligskörnigen Substanz, von als len Größen und Gestalten, als erhabene Punkte, flecke, Winkelzüge, Linien, eingewachsen und fest eingeschlossen äußerst häufig, und von licht stahlgrauer, inf Silberweiße fallender Karbe, mit starkem, bei schiefer Richtung, metallisch spiegelndem Glanze. Die Linfassungsleisten haben hier eine etwas matte, stablyraue Farbe.

Die Zwischenfelder oder Siguren, welche hier ungeachetet der geringeren Unzahl der Streisen, wegen gleiches förmigerer Verteilung derselben, verhältnismäßig häusisger und auf denselben Gründen bei weitem größer, eben deshalb aber auch seltener als Dreiecke, mit oben anges

gebenen Winkelmaßen, sondern meistens in rhomboidalen oder trapezoidalen, oft sehr kleinen, Seymenten derselben erscheinen — sind beinahe durchgehends, und zwar äußerst zart und dicht, gewöhnlich nach zwei auch drei, den Seiten parallelen Richtungen, und mit all den, oben bei der Elboyner Masse bereits erwähnten, Modisikationen, teilweise, zumal an den Kändern, oder durchauf schraffiert, oder doch durch ebenso zarte mikroskopische Punkte rau. Da jene Schraffierungsleisten und diese Punkte erhaben sind, so erscheinen auch alle diese Felder — und daher weit mehrere als an beiden vorigen Massen — nicht bloß im Umrisse (durch die Einfassungsleisten), sondern mehr oder weniger, ihrer ganzen Oberfläche nach, im Abdrucke ausgedruckt, und da sene Leisten und Punkte eine glänzende, ins Silberweiße fallende Farbe haben, so geben sie ihrer Menne, Zartheit und Dichtheit wegen, der Oberfläche dieser Felder, die an sich matt und dunkel eisengrau wäre, ein ähnlichef Unsehen und einen seidenartigen Schimmer, wodurch selbst die ganze fläche ein lichteres und glänzenderes Aussehen bekommt. Mur einzelne wenige und meist sehr kleine Felder zeigen sich, auch unter dem Mikroskope, ganz glatt, und dann etwas vertieft, wenigstens im Mittel, und von matter, dunkler, selbst schwärzlich-grauer, oft ganz schwarzer Farbe. Größere Klüfte oder Risse, welche mehr oder weniger mit sener bröcklig-körnigen Substanz ausgefüllt wären, finden sich hier beinahe gar nicht dagegen — obgleich nicht so häufig

wie im Elbogner Eisen, dafür aber in größeren Partien (von 4 bis 5 Linien im Durchmesser) — sene dichete, harte, schwärzlicheisengraue metallische Substanz in rundlichten oder ovalen (hier bisweilen länglichten und linienförmigen) Massen sest eingeknetet, und gleichsam eingekeilt. Merkwürdig ist, dass diese für sich scharf begrenzten Massen (hier wenigstens besonders deutlich) fast durchauf und rings um ihren Rand von einem schmalen, aber ungleich breiten Saume von sener körnigebröckligen Substanz, von gewöhnlicher Beschaffenheit, Sarbe und Glanz, umgeben, eingefasst und durch denselben von der übrigen Metall-Masse sast vollkommen geschieden sind. 140

Dieselbe Tafel gibt ferner eine ähnliche Darstellung einer ebenso geätzten fläche an dem Stücke vom merikanischen Gediegeneisen, welches die kaiserl. Sammlung der

¹⁴⁰Un dem großen, bei 37 Pfund wiegenden Stücke, welches Zerr Baron von Brudern von Siesem Meteor-Kisen besitzt, scheint eine Masse der Urt, gleichsam wie ein an Dicke etwas abnehmender, langer, rundlichter Japfen, durch die ganze Sohe def Stückef durchzugeben, wenigstenf zeigt sich dieselbe auf der einen Abschnittssläche als ein unvollkommen rundlichter Sleck, von 4 Linien in Durchmesser und vollkommen senkrecht unter demselben auf der entgegen gesetzten Abschnittsfläche, auf mehr als 6 30ll Tiefe, zeigt sich ein ähnlicher (und hier einziger), etwas ovaler (von $2\frac{1}{4}:3\frac{3}{4}$ Linien in beiden Durchmeffern), der jenem vollkommen entspricht, und denselben auff Zaar zentriert. Es wäre denn doch ein ganz besonderer Zufall, wenn sich zwei bloß oberflächliche flecke oder nicht tief eindringende Maffen von derselben Substanz, Zeschaffenheit und form, auf zwei entgegen gesetzten und doch so weit voneinander abstehenden Slächen von beträchtlicher Aufbehnung, und wo sie, wenigstens hinsichtlich ihrer Größe, einzeln stehen, so haarscharf begegnen sollten, ohne miteinander in wirklicher Verbindung zu stehen. De Gegenfläche von sener ersteren Abschnittsfläche befindet sich an dem, $5\frac{3}{4}$ Pfund wiegenden Stücke der kaiserl. Sammlung, das von senem abgeschnitten worden war, und hier fand sich auch die Kortsetzung senes präsumierten Japsens als ein ganz ähnlicher Fleck. In der Fossnung, dass die Masse auch hier noch wenigstens auf einige Tiefe neben würde, ließ ich eine 3 Linien dicke Platte, der Fläche horizontal und dicht an einem Rande dieset fleckef abschneiden, in der Absicht, diese Masse dann auf der Platte beraufbrechen und für sich chemisch untersuchen zu machen. Leider ward ich aber in meiner Soffnung getäuscht, denn die Masse fand sich kaum auf $\frac{1}{4}$ Linie tief eingedrungen. Da die andere Abschnitts fläche jenef Stückef von dem in Nation-Museum zu Desth aufbewahrten, bei 134 Pfund wienenden Zauptstücke genommen ist, so muss sich dort auf der diesem Abschnitte entsprechenden Släche die weitere Fortsetzung oder das andere Ende senes Zapfens sinden.

Mitteilung Klaproths verdankt.

Es zeigt dieselbe ziemlich wesentliche Abweichungen im Einzelnen des Gefüges von den vorhergehenden, und es scheint beinahe als wäre dieses durch irgendeine mechanische Gewalt, etwa beim Lostrennen dieses Stückes von der Stamm-Masse, oder einem größeren Stücke, durch, vielleicht nach einer Richtung fortgesetztes, Meißeln, Jämmern oder Schlagen in etwas verändert worden. Die Streisen erscheinen nämlich beinahe ausschließlich nur nach zwei, und zwar oft ziemlich rechtwinkelig sich durchschneidenden, Richtungen und in diesen selbst nicht immer vollkommen parallel und sogar gekrümmt und gebogen so dass die Zwischenselder zum Teil sehr ungleichartige und selbst verzogene, vierseitige Siguren, Parallelepipeden, Rhomben, Rhomboiden, Trapezen, aber nie Dreiecke bilden.

Die Streisen sind übrigens eben so zart und scharf besprenzt, wie bei der Elbogner und Ugramer Masse, und da sie ziemlich zahlreich und dabei gleichsörmiger als bei jenen verteilt und nicht so partienweise nach einer Richtung zusammen gehäuft sind so durchschneiden sie sich ums so häusiger, erscheinen demnach im Ganzen kürzer, und bilden im Verhältnis häusige, aber kleine Zwischenselder. Das Gefüge erhält dadurch ein viel seineres und zarteres Unsehen, so wie es auch, da eine Richtung von Streissen beinahe ganz sehlt (denn es zeigen sich nur einzelne wenige, und diese nur undeutlich in einer dritten schiesen

Richtung), viel einfacher und gleichförmiger erscheint.

Auf der geätzten fläche zeigen diese Streisen eine sehr unebene, nardige Oberfläche, äußerst selten eine Spur von Schraffierung, und eine ganz matte, schwärzlich eisengraue, nur hie und da etwas inf Zinkweiße fallende Farbe, so dass sie von den nur etwas weniger vertiesten Zwischenfeldern kaum zu unterscheiden sind, die ein ganz ähnliches Unsehen, aber, insofern sie nicht schraffiert sind — was sedoch ebenfalls nicht häusig und meistens nur zum Teil und nach einer Richtung der Fall ist — eine glatte Oberfläche haben.

Aur die erhabenen Linfassungsleisten, die Schraffierungsleisten aber nur zum Teil, zeigen, und selbst dieses nur bei einer schiefen Wendung, eine licht stahlgraue Farbe und einen starken metallischen Glanz.

Außer einigen Körnern und kleinen Massen in den Streisen, sindet sich von der bröcklig-körnigen Substanz in einzelnen kleinen Rissen und Klüsten die Spur, am meisten aber in einer großen rissartigen, ganz damit angefüllten Klust, die das Stück der Quere nach in einer etwas gebogenen Richtung, aber hier von keiner beträchtlichen Tiese mehr, beinahe ganz durchzieht. 141

¹⁴¹ Lin diesem am meisten ähnliches Gefüge zeigen die größeren, zu einer Ützung geeigneten Massen oder Körner von Gediegeneisen, welche sich bisweilen als Gemengteile in der Steinmasse von Meteor-Steinen isoliert eingeschlossen sinden, aber dieses nur fleck oder stellenweise. Es zeigen sich nämlich unter der Lupe auf der gleichförmigen, glatten, matt eisengrauen Obersläche Stellen welche gestreist erscheinen, und zwar durch erhabene, mikroskopisch zarte, lichtere und etwas glänzende Linien, die größten Teils nach zwei sich durchkreuzenden Richtungen parallel lausen und ein enges Netz mit rhomboidalen und trapezoidalen, vertiesten und etwas dunkler gefärbten, matten Zwischenseldern bilden, wie dies z. Z. jenes große Korn in dem auf der siebenten Tasel von der abgeschlissenen Släche vorgestellten Meteor-Steine von Sales sehr deutlich zeigt, aber der

mikroskopisch zarten Beschaffenheit wegen nicht dargestellt werden konnte. (Bemerkenswert ist, dass in diesem abgeschlissen und geätzten Korne derben, gediegenen Metalle — nebst Atomen von der bröcklig körnigen Substanz von inf Rötliche ziehender Jarbe — zwei kleine unsörmlich eckige Körner von unveränderter und von der Säure unangegrissener Steinmasse eingekeilt erscheinen.) Un senen kleinen Massen Gediegeneisen, welche in Gestalt wahrer Zacken in der Steinmasse der Meteor-Steine vorkommen, habe ich bisher durch Ätzung keine Spur eines Gefüges oder irgendeiner Zeterogenität des Metalle erhalten können, und die Obersläche derselben zeigte sich stets gleichsförmig an Karbe und Glanz, sene war aber lichter und dieser stärker als an senen größeren, derberen Massen.

Ef dürfte wohl voreilin scheinen entscheiden zu wollen, welcher von jenen vier Metall-Massen, bem Gefüge nach — beffen Darstellung und Beschreibung vergleichenb gegeneinander zu stellen hier versucht worden ist — in Linsicht auf Vollkommenheit oder Vollendung in der Ausbildung, der Vorzug gebühre inzwischen will ich mir doch erlauben eine Vermutung zu äußern. Das Gefüge ber Elbogner Masse zeigt von allen unstreitig den höchsten Grad von Ausscheidung und regelmäßiger Absonderung der einzelnen, mehr oder weniger verschiedenartig erscheinenden Teile desselben, nämlich: die häufigsten, zartesten, gleichförmigsten und am schärfsten begrenzten Streifen die meiste, und zwar der voraußusetzenden Grund-Kristallisation — dem regelmäßigen Oktaeder — am vollkommensten entsprechende Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit der Zwischenfelder und in deren Schraffierung die vollkommenste, häufigste und zum Teil selbst etwas regelmäßige Ausscheidung der bröcklin-körninen, und die nicht minder häufine der ähnlichen, härteren Substanz, so wie die Aufnesprochenheit aller dieser Teile und der Substanzen auf welchen sie gebildet sind, in äußern Unsehen sowohl als in den physischen Eigenschaften, auf deren Eigentümlichkeit und Reinheit hinzudeuten scheint. Das Gefüge aller übrigen zeigt dagegen, und zwar in derselben Reihenfolge in welcher sie dargestellt und beschreiben worden sind, ungleich mehr Einfachheit aber eben diese Einfachheit hat offenbar ihren Grund in einer minder häufigen und weniger scharfen Absonderung der homogenen Teile, und in einer mangelhaften Aufscheidung der heterogenen Substanzen und Stoffe — die doch in der Total-Masse vorhanden zu sein scheinen — welches einerseits in ber geringeren Menge, minder icharfen Begrenzung und weniger regelmäßigen — wenigsten ber voraufufetzenden Grundform im Allgemeinen minder entsprechenden Absonderung jener, und in der Mangelhaftigkeit oder doch geringeren Menge dieser, und in der weniger aufgesprochenen Ligentümlichkeit und Zeterogenität der vorhandenen, hinlängliche Belräftigung finden dürfte. Infofern demnach die Vollkommenheit oder ein höherer Grad von Aufbildung dieser Massen überhaupt, in der häufigeren und vollkommeneren Auffcheidung der heterogenen Bestandteile, und in ber schärfern Absonderung und regelmäßigeren Lagerung der auf ihnen einzeln bestehenden, oder auf der neuen Verbindung einiger derfelben gebildeten Substanzen zu suchen ist insofern möchte wohl die Elbogner Masse unter den hier abgehandelten den ersten Unspruch darauf machen dürsen.

Lange nachdem diese Note schon niedergeschrieben war, und eben als dieser Bogen der Presse übergeben werden sollte, erhalte ich durch Zerrn v. Widmannstätten die Resultate einiger physischetechnischer Versuche, welche derselbe auf meine Bitte mit dem uns so sehr problematisch scheinenden Rap'schen Gediegeneisen, soweit es der Drang der Zeit und der Umstände gestattete, zum Behuse dieser Ausarbeitung noch vorzunehmen die Güte hatte. Es zeigte sich nach denselben an dieser Masse weder im Schlisse, noch beim Anlausen, noch durch Ätzung, auch nur die entsernteste Spur eines Gefünes.

Blank polierte flächen zeigten denselben metallisch spiegelnden Glanz, dieselbe, das Meteor-Lisen außeichnende, licht stahlgraue, stark in Silberweiße fallende farbe, einen hohen Grad von Dichtheit und eine Gleichförmigkeit in dieser, die selbst nicht im Geringsten durch eine heterogene, eingesprengt oder in Aissen enthaltene Substanz unterbrochen erschien, und die sich auch im Schnitte bewhärte, bei welchem sene häusigen, harten, spröden, die Sage verwüstenden Stellen nicht beobachtet wurden.

Salpetersäure brachte auf solchen Flächen, und zwar ohne merkliche Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas, nur einige größere und kleinere, meistens geflammte und allmählich sich verlausende, selten etwas schärfer begrenzte, eisen- oder mehr oder weniger schwarzgraue, matte Flecke zum

Wird nun die Ützung solcher Flächen noch längere Zeit

Vorschein, welche auf eine Ungleichartigkeit der Substanz und auf eine unvollkommene Ausscheidung def einen Unteilef schließen ließen. Unter der Seile und Säge zeigte sich die Masse im Ganzen vollkommen und ziemlich gleichförmig geschmeidig, wie gewöhnliches, sehr dichtes und weiches Eisen, aber nicht so weich wie die Streifen-Substanz des Gefüges der beschriebenen Gediegeneisen-Maffen. Jene bemerkte Ungleichartigkeit der Substanz sprach sich aber bei Untersuchung einzelner Stüde für sich, die, so viel als bei der unvollkommenen Absonderung sener möglich war, durch mechanische Trennung erhalten wurden, sehr auffallend auf. Möglichst reine Stücke des glänzenden, lichtern Unteiles zeigten einen sehr dichten, glänzenden, weißen Bruch und einen hohen Grad von Geschmeidigkeit, so dass sich ein etwa 45 Gran wiegendes Stückhen sehr gut zu einem beinahe 3 Joll langen Stäbchen heiß streden ließ Stüde vom grauen Unteile dagegen zeigten einen feinkörnigen, matten, schwarzgrauen, sehr schnell bräunlich sich beschlagenden Bruch, und gaben im heilen einen zwar metallischen, aber grauen Strich, und nur sehr wenige Späne, sondern größten Teils ein schwarzes Pulver. Einzelne Stücken bavon hielten in der Aothitze nur einige schwache Zammerschläge auf, und ließen sich damit etwas weniges zusammendrücken, zerbröckelten aber beim britten, vierten Schlage andere gerfprangen felbst beim ersten Schlage schon. Beibe Unteile ließen sich durchauf nicht härten, ersterer schien sich aber — so viel ein Versuch im Kleinen lehren konnleicht schweißen zu lassen. Beise zeinten starke Wirkung auf den Magnet, aber schwache Polarität, nahmen diese aber durch Streichen bald mehr an, und der erstere erhielt dadurch eine beträchtliche magnetische Kraft.

Das spezissische Gewicht der Masse im Ganzen sand zerr v. Widmannstätten = 7,318 (also beträchtlich unter senem der übrigen von mir darauf untersuchten Gediegeneisen-Massen, bei welchen ich dasselbe, wie ich school in einer früheren Note bemerkte, zwischen 7,600 und 7,830 sand nämlich: von der Ælbogner = 7,800-7,830 der Agramer = 7,730 bis 7,800 der Lenartoer = 7,720-7,800 der Merikaner = 7,600-7,670 der Peruaner = 7,600-7,650 und selbst noch unter senem des sübrischen = 7,540-7,570 aber höher als senes der in Meteor-Steinen eingemengten Gediegeneisen-Körner = 6,000-6,600 dagegen dem angenommenen Mittelgewichte des Robeisens = 7,200-7,500 am nächsten kommend) senes des weißen Anteiles sür sich, nach dem verschiedenen Grade der Reinheit der Stücke, zwischen 7,633 bis 7,877 (also zum Teil weit über dem angenommenen Mittelgewichte des gewöhnlichen, weichen und geschmeidigen Æisens = 7,700) senes des grauen dagegen zwischen 6,655 und 6,926 (demnach weit unter senem des Robeisens), von welchen beiden nun das arithmetische Mittel eine der obigen ganz ähnliche Jahl gibt, und in welchen der Grund der Disservand der Vinderer zu suchen ist (so gab v. Dankelmann das spezissische Gewicht dieser Masse mit 7,708 Van Marum mit 7,654 an, indes ich es einst = 7,260 gesunden hatte).

Unter einem ward die unf nicht minder zweiselhafte peruanische Eisen-Masse nochmals geprüft, soweit es die Kleinheit des zu Gebote stehenden Stückes erlaubte. Auch diese zeigte keine Spur von senem eigentlichen Gesüge unter der Lupe erschienen aber doch auf der stark geätzten, kleinnarbigen Obersläche viele, äußerst zarte, mikroskopisch seine, erhabene Linien, die nach mehreren, ossendar vorherrschend aber nach drei, zumal zwei, Richtungen meist gerade, nur selten etwas gedogen, und stets parallel verlausend, sich durchkreuzen, und die und da ein sehr enges Vetz bilden, ganz ähnlich senem auf der geätzten Obersläche des großen Metall-Kornes in dem oben beschriebenen und auf der siebenten Tasel abgebildeten Meteor-Steine von Sales, und, stellenweise, senem auf der geätzten Släche des Merikaner Eisens. Eine polierte Släche zeigte eine besonders stark ins Weiße fallende, die geätzte aber eine beinahe zinnweiße Sarbe. Unter der Seile gab sich die Masse merklich härter als die Kap'sche zu erkennen. Das spezisische Gewicht sand zerr v. Widmannstätten = 7,646.

So sehr nun auch diese Resultate in vielen Beziehungen von senen abweichen, welche sich bei ähnlicher Untersuchung der übrigen, oben beschriebenen, derben Gediegeneisen-Massen ergaben, und die Zweisel über den präsumtiven meteorischen Ursprung dieser beiden vermehren (so dass selbst Zerr v. Widmannstätten mehr geneigt wäre, zumal die Kap'sche, für das Produkt eines künstlichen Schmelz und unvollkommenen, unvollendeten Verfrischungs-Prozesses anzusehen, welche Mutmassung durch v. Dankelmanns Nachrichten von der geognostischen Beschaffenheit sener Genend, wo diese Masse ursprünnlich gefunden worden war, und wo Lisenerze aller Urt und in

(3. 3. bis auf eine Tiefe von \(\frac{1}{4}\) Linie) fortgesetzt so sprechen sich die erhabenen und vertieften Stellen gegenseitig noch immer mehr aus, und es verändert sich zum Teil das Unsehen des Gefüges oder der Zeichnung im Ganzen, indem zuletzt manche der tiefen — namentlich die Streisen — ganz verschwinden, und bisweilen andere — gewöhndlich ein Teil eines Zwischenseldes — an ihre Stelle treten.

Die Streifen erscheinen nun als seichtere und tiesere, mehr oder weniger leere Kanäle oder Kinnen (Geleise), indem oft nur die erhabenen Begrenzungslinien oder die Linfassungsleisten als ihre gemeinschaftlichen Scheisewände, als Kontur, und ihr Boden, der mit diesen von einerlei Beschaffenheit ist und mit denselben ein Ganzes, gleichsam eine Kinne bildet, welche die Substanz der Streisen selbst einschloss, noch übrig sind, letztere aber von manchen ganz ausgeätzt und von der Säure ausgelöst worden ist. Zat man demnach ein Plättchen von einer bestimmten Dicke (z. B. von \(\frac{1}{4} \) oder \(\frac{1}{2} \) Linie) einem solchen Versuche unterzogen, so erscheinen manche dieser Streisen — insofern sie tieser gingen als die Platte dick war, und ihre Substanz solcher Gestalt zufällig, und zwar

großer Menge zu Tage stehen — welche vielleicht einst von den Bewohnern zu Gute gemacht wurden — auch von dieser Seite einige Wahrscheinlichkeit erhält) so sinde ich doch darin keinen Bestimmungsgrund, meine sowohl in einer früheren Tote über das Ligentümliche und Charakteristische des Gefüges am Meteor-Lisen, als in dieser über den verschiedenen Grad von Vollkommenheit desselben und den, diesem wahrscheinlich zum Grunde liegenden Ursachen, ausgesprochenen Ideen und Mutmaßungen abzuändern, auch selbst dann nicht, wenn auch sene Zweisel (gegen welche die ausgezeichnete Farbe, die offenbare und ganz eigentümliche Mengung, und das beträchtliche spezisische Gewicht der Masse, im Ganzen sowohl als insbesondere des einen Unteiles, vorzüglich aber der erwiesene, selbst quantitativ entsprechende Gehalt an Vickel in Berücksichtigung kommen) für nicht hinlänglich begründet erachtet werden sollten im Gegenteile dürfte ich darin vielmehr in sedem Falle einige Bekräftigung für dieselben zu sinden glauben.

noch über den Boden des Canals getroffen worden ist yanz ausgeätzt, ohne Boden, und die Linfassungsleisten stehen als die ehemaligen Scheidewände, wie Lamellen, frei da, und hängen nur mittelst ihrer Enden mit den übrigen minder angegriffenen Teilen (den angrenzenden, quer gehenden, ähnlichen Leisten, oder mit solchen von Feldern) der Masse zusammen. 142 Manche, und zwar ungleich mehrere (zumal wenn die Platte $\frac{1}{2}$ Linie dick war, da nur äußerst wenige so tief gehen), die seichter lagen, erscheinen als leere Rinnen von verschiedener Tiefe, und auf der entgegen gesetzten Seite des Plättchens (die, falls dasselbe von beiden Seiten gleichzeitig geätzt wurde, eine ganz andere Zeichnung und Verteilung der Streifen und Selder zeigt) finden sich unter ihnen Selder, oder zum Teil Streifen in einer andern Aichtung, auf welchen sie mit ihrem Boden auflagen, der nun — falls er nicht etwa wegen allzu seichter Lage der enthaltenen Substanz und der langen Dauer des Prozesses ebenfalls wengeätzt wurde — mit den Linfassungsleisten auf denselben aufsitzt. 143

¹⁴² Wenn zufällig — was sedoch selten der Fall ist — aller Zusammenhang sehlt, so sallen solche Lamellen, einzeln oder mehrere unter sich oder mit einem Zwischenselde verbunden, ab und sinden sich als solche — unverändert in der Auflösung — am Zoden des Gesäßes worsn die Ätzung geschah.

¹⁴³ Ef ergibt sich hierauf, dass sowohl die Streisen als Felder, so wie auch ihre gemeinschaftlichen Scheidewände — die Einfassungf und Schrassierungsleisten — und überhaupt alle einzelnen, mehr oder weniger verschiedenartigen Teile des Gefüges die sich durch die Ützung aussprechen, nur auf eine gewisse, und zwar nicht sehr beträchtliche (wie es scheint, selten über ½ Linie reichende), übrigens aber sehr unbestimmte und ungleichsörmige Tiese gehen und unordentlich über einander gehäuft, nur mit einiger Regelmäßigkeit in der Ausschaug, Absonderung und Lagerung unter sich, die Total-Masse konstruieren. Am deutlichsten zeigt sich dies an zwei Würseln (von beiläusig 4 Linien Seite), die ich aus einem Stücke von der Elbogner Masse ausschauften und woran ich an dem einen noch eine Ecke abstumpsen ließ, und dann beide ringsherum, auf allen Slächen und Kanten, gleichzeitig und gleichsförmig ätzte. Jede Släche auf denselben zeigt nun eine andere Zeichnung oder Gruppserung der Streisen und Selder, und manche von diesen oder senen, oft von beiden, so auch

Die Linfassungsleisten, die nun mehr oder weniger frei da stehen, zeigen — was zum Teil bei einer minder tiefen Utzung schon beobachtet werden kann — (übrigens aber auch vom Schnitte abhängen mag, je nachdem dieser die Richtung derselben traf) eine, gegen die Ebene der fläche, etwas schiefe — doch immer unter sich parallele — Lage, und gleichen papierblattdünnen Lamellen von der Länge der vormaligen Streifen, einem gegenseitigen Abstande welcher der Breite dieser entspricht, und von sehr ungleicher Zöhe oder Tiefe, je nachdem die enthaltene Substanz mehr oder weniger in die Tiefe ging und ausgeätzt worden ist. Kurz, sie bilden paarweise die Seitenwände eines schrägen, aber gleich weiten Canals, in welchem die Streifen-Substanz eingeschlossen war, und sind nach unten durch eine ähnliche Lamelle verbunden und geschlossen, welche solcher Gestalt den Boden des Canals vorstellt. Bos den und Wände haben ein etwas unebenes, gebogenes und gleichsam faltiges, oder vielmehr breit und flach gefaltetes Unsehen, eine stahlgraue, start inf Silberweiße fallende aber meistens eisengrau angelaufene Farbe, und einen schwachen metallischen Glanz, indes der obere Rand der Wände (Einfassungsleisten) lichter und glänzender ist.

Wo zwei oder mehrere Streifen einer Richtung dicht an einander liegen und durch solche Lamellen dem Anscheine nach nur einfach getrennt sind, scheinen diese doch alle

die mit der bröcklig-körnigen Substanz mehr oder weniger ausgefüllten Kisse und Klüste, setzen sich über die gemeinschaftliche Kante auf die nächstanstoßende Fläche mehr oder weniger weit fort, je nachdem sie gerade an diesen Stellen tieser oder seichter in die Masse eingedrungen waren.

Mahl, wenigstens hie und da im Verlause, doppelt oder doch dicker und gleichsam aus zwei zusammen geschmolzen zu sein, schließen, in eben diesem Grade mehr oder weniger deutlich, etwas von der den Feldern oder Siguren eigentümlichen Substanz ein, und bilden kleine, oft nur liniensörmige (doch immer Segmenten der vorkommenden Dreiecke entsprechende) ähnliche Zwischenselder so dass demnach Streisen und Felder und die verschiedenartige Substanz beider stets und regelmäßig abwechseln und sene Lamellen oder Linsassungsleisten gleichsam als Trennungsmittel dienen und die gemeinschaftliche Scheidewand bilden.

Ebenso, wie diese Lamellen, zeigen sich auch die Schraffierungsleisten, in den Streisen sowohl als auf den Siguren — wie sie denn auch in der Tat und in seder Beziehung ähnliche Einfassungsleisten, obyleich im mitrostopisch Kleinen, vorstellen — nur etwas weniges minder erhaben — zumal die auf den Siguren als die seinsten — indem sie, vermöge ihrer Jartheit, doch etwas mehr von der Säure angegriffen worden zu sein scheinen.

Auf der Oberfläche der noch rückständigen Streisens Substanz, oder wo diese ganz ausgeätzt ist, auf dem Bosen der Streisenskanäle, sinden sich hie und da Körner oder kleine Massen von jener, bereits früher bemerkten, bröckligkörnigen Substanz, sest aussitzend oder gleichsam eingewachsen, und zwar teils ebenso erhaben wie die Leisten, teils tieser, teils ganz ties, je nachdem sie ursprünglich

seichter oder tiefer in der Streisen-Substanz eingeschlossen waren, und se nachdem diese mehr oder weniger ausgeätzt wurde. 144

Die Zwischenfelder oder Siguren erscheinen auch nach dieser starken Ützung nur wenig minder erhaben als die Leisten, haben aber, abgesehen von der Schraffierung, einiger Maßen ihr Unsehen verändert, und ihre Oberstäche zeigt sich nun eisenschwarz, rau wie bestaubt, und zum Teil äußerst zart und verworren, unvollkommen sasserig (beinahe wie seine ausgebrannte Steinkohlen, cor) und matt, mit einem licht eisengrauen Schimmer.

Die Beschaffenheit des solcher Gestalt durch Atzung zum Vorschein gebrachten Gefüges dieser Massen, die verschiedene Art der Absonderung, Lagerung und Gestaltung, und das verschiedenartige äußere Ansehen der dasselbe konstruierenden Teile, lassen demnach eine viers und zum Teil fünssache Verschiedenheit der Substanzen erkennen und unterscheiden nämlicht sene der am meisten von der Säure angegrissenen Streisen, die der etwas minder angegrissenen Zwischenselder, und die der am wenigsten angegrissenen Kinsassungs und Schrassierungsleisten ser ner sene der mechanisch eingemengten, bröckligskörnigen, ebenfalls nur sehr wenig angegrissenen, und endlich die

¹⁴⁴ Nach Beendigung einef solchen fortgesetzten Ützungsversuchef sinden sich demnach auch auf dem Boden des Gefäßes viele einzelne Körner und Massen von dieser Substanz, die frei wurden, als sene der Streisen, in welche sie eingemengt gewesen, von der Säure aufgelöst worden war, und die fo wie oben von den unzusammenhängenden Einfassungsleisten bemerkt wurde — unverändert in der Auflösung zu Boden sielen, da sie wie diese, von der Säure (zumal von Salpetersäure im diluserten Justande und bei langsamen Gange des Prozesses) wenig oder gar nicht angegrissen werden.

— der letzteren am nächsten verwandt scheinenden der auf ähnliche Urt und gleichsam eingekeilt vorkommenden, auch nur wenig angegriffenen, rundlichen Massen. Und diese Verschiedenheit spricht sich auch noch durch andere physische Merkmahle, insbesondere durch die Zärte aus. 145 Die Substanz der Streifen zeint sich nämlich (mit einer Stahlnadel geritzt, selbst nur stark gedrückt) am weichsten (beinahe so weich wie Bley) und am geschmeidigsten, und gibt einen noch lichtern und etwas glänzenderen Strich jene der glatten (nicht schraffierten) Felder zeigt sich, obyleich nur wenig, doch hinlänglich merklich härter, und gibt einen ähnlichen, zinkgrauen, mehr oder weniger inf Silberweiße fallenden, doch aber minder lichten und minder glänzenden Strich, der ein dunkelgraues Pulver abscheidet, welches wie ein Anflug die Oberfläche bedeckte die Substanz der Linfassungsleisten endlich ist beträchtlich härter, wenigstens bedeutend zäher, nimmt aber doch den Eindruck an, der Farbe und Glanz unverändert zeigt, und ebenso verhält sich die der Schraffierungsleisten, insofern deren Zartheit den Versuch nicht begünstis get, was inzwischen, zumal auf der Oberfläche der Felder, wo sie oft als mikroskopisch seine Käden erscheinen, so weit geht, dass sich eine ganze Partie derselben mit einem Striche oder Drucke zerstören lässt. Die bröckligskörnige

¹⁴⁵ Diesem verschiedenen Grade von Zärte und Geschmeidigkeit der verschiedenen, das Gefüge konstituierenden Teile und Substanzen, ist wohl das oben erwähnte oberflächliche Erscheinen desselben nach Schliff und erster Politur einer Fläche zuzuschreiben, so wie der Umstand des Wiederverschwindens bei der seinen Politur dadurch erklärlich wird, dass sen Verschiedenheit der Wirkung des zur letzteren gebrauchten schärferen und seineren Polierpulvers nicht im Wege steht.

Substanz dagegen verhält sich beträchtlich hart und vollkommen spröde, ist etwas schwer zersprenybar, lässt sich aber doch zum feinsten Dulver zerstoßen und zerreiben, das dann schwärzlichgrau erscheint, und durchaus, ohne Ausnahme eines Stäubchens beinahe, dem Magnete folgt die schwärzlichurauen rundlichen Massen aber zeinen sich nicht nur derb und dicht, sondern noch härter (doch nicht Kunken gebend) und schwerer zersprengbar, und zwar auch spröde, aber mit einiger Zähigkeit, so dass sich die Substanz größten Teils schwer zerstoßen und noch schwerer zerreiben lässt. Geritzt gibt ihre Oberfläche einen ziemlich scharfen, stablyrauen, etwas ins Aötliche fallenden, schwach metallisch glänzenden Strich, 146 der ein schwarzes Pulver abscheidet. Das durch Zerstoßen und Zerreiben erhaltene Pulver ist nicht ganz gleichförmig, ballt sich zusammen und klebt etwas einzelne Stückhen widerstehen dem Stößel mehr, und zeigen sich minder retractorisch als die übrigen Utome, die fast durchgebends ziemlich stark, aber doch weniger als sene der bröckligskörnigen Subs stanz, auf die Madel wirken.

¹⁴⁶ Von diesem, zumal in größeren Massen so merklich werdenden, verschiedenen Grade von Zärte und Geschmeidigkeit der einzelnen, zum Teil so ungleich verteilten und hie und da partienweise so ungleichsörmig angehäuften Gemengteile, insbesondere aber von der so häusig und unregelmäßig durch die ganze Metall-Masse zerstreuten bröcklig-körnigen und der ihr nächst verwandten Substanz, rührt denn auch die Schwierigkeit der technischen Bearbeitung des Meteor-Lisens im Großen und Ganzen, die von mehreren Physikern bereits bemerkte Ungleichsörmigkeit in der Schmiede und Schweisbarkeit desselben (welche Vauquelin verleitete einen geringen Grad von Orydation dieses Lisens im Allgemeinen anzunehmen), und vorzüglich der Umstand her, dass sich solche Massen äußerst schwer mit der Säge behandeln lassen, so dass man bei mühsam fortgesetzter Arbeit vieler Tage Zeit bedarf um auch nur ein Zandgroßes Stück vollends abzusägen, und dabei viele Sägen (aus Uhrsederblättern) zu Schanden arbeitet, indem man häusig auf Stellen stößt die einen großen Widerstand zeigen, die Sägen stumps machen und die Jähne ausbrechen, indes andere sich beinahe wie Blei schneiden.

Und diese Verschiedenheit, im Üußern sowohl als in den physischen Eigenschaften — insosern letztere ohne mechanische Absonderung und partielle Untersuchung aller dieser Substanzen für sich, was nicht wohl möglich ist, ausgemittelt werden konnten — vollends aber der so auffallend sich aussprechende verschiedene Grad von Einwirkung des Ätzmittels auf dieselben — der denn doch von einem verschiedenen Grade von Verwandtschaft dersselben zur Säure oder dem Orygen abhängt, 147 scheinen wohl auf eine wesentliche, und zwar auf eine chemische Verschiedenheit hinzudeuten. 148

¹⁴⁷ Diesen verschiedenen Grad von Verwandtschaft zum Orygen scheint wohl auch schon das oben erwähnte Resultat des Versuches mit dem Blau-Anlausen polierter Flächen zu bestätigen. Und von demselben rührt ohne Zweisel sene von selbst entstandene, einer schwachen Ützung gleichende Andeutung des Gesüges her, die sich durch vertieste, den Streisen entsprechende Linien und erhabene, in seder Beziehung mit den Siguren übereinstimmende Zwischenräume, zumal an einer der von dem unvollkommenen rindenartigen Überzuge entblößten Fläche der Masse von Elbogen ausspricht, indem diese so viel auf der dunkelen, mit Volkstagen und Märchen verwebten Geschichte über die Zerstammung derselben bekannt ist — durch mehrere Jahrhunderte den Insursen der Zeit und dem Linsslüsse der atmosphärischen Luft und selbst des Wasser ausgesetzt war.

¹⁴⁸ Manche Physiter, welchen die Erscheinung des Gefüges bei dieser Zehandlung bekannt wurde, und die eine Mutmaßung darüber äußerten (namentlich Neumann, Schweigger u. a.), glaubten ben verschiedenen Grad von Linwirkung der Säuren, wodurch dasselbe zum Vorschein gebracht wird, von dem bekannten Gehalte dieses Lisens an Mickel, und von einer ungleichen Verteilung beffelben in jenem — ober vielmehr von der unnleichen Verteilung aber einer gewissen regelmäßigen Absonderung des damit legierten Anteiles von Gediegeneisen — berleiten zu können, obgleich der von den Chemikern — wenigstenf anfänglich — alf so höchst unbedeutend angegebene Gehalt der verschiedenen Meteor Lisen-Massen an jenem Metalle (im Durchschnitt von 1 1 bis 3 1 Perzent, nach Klaproth wenigstens) eine so auffallende Wirkung kaum erwarten ließ. Jene Vermutung hätte baber burch bie Resultate späterer Untersuchungen Stromeyers, nach welchen sener Gehalt beträchtlich höher (nämlich zwischen IO und II Perzent) gestellt wurde, einerseits sehr an Wahrscheinlichkeit gewonnen allein mit diesem Befunde ergab sich auch, dass dieser Gehalt nicht nur unveränderlich und bei allen Meteor Eisen-Massen gleich groß, sondern dass derselbe auch stets durch die ganze Masse wollkommen gleichförmig verteilt sei, und solcher Gestalt ließe sich, falls dies im strengsten Sinne zu nehmen wäre, jene Erscheinung durchauf nicht von demselben herleiten wie denn auch der — von Stromever selbst ausnewiesene ähnliche — Gehalt an Nickel im Kap'schen Eisen (ef man basselbe nun terrestrischen ober wirklich meteorischen Ursprunns sein), bei ähnlicher Behanblung ber Maffe, sich wirklich gar nicht auffpricht — man müffte benn zugeben was senen Resultaten unbeschabet wohl auch der Sall sein kann — dass bei senen Massen doch eine, beziehungsweise weninsten, ungleichförmige Verteilung des Mickelf Statt fände. Sollte nämlich ber Gehalt an diesem Metalle, wenigstenf zum Teil, die verschiedene Linwirkung der Säuren und somit die Erscheinung des Gefüges wirklich veranlassen so müsste eine teilweise Verbindung desselben

Auf der achten Tafel befindet sich endlich noch eine

mit dem Lisen (folglich eine ungleichförmige Verteilung gegen diesef), und eine - dem Gefüge entsprechend regelmäßige Absonderung diesel Nickel Lisens von dem übrigen (womit die Gleichförmigkeit der Verteilung def Nickelf gegen die Masse im Ganzen ziemlich wieder hergestellt würde) angenommen werden, und in dieser Voraussetzung könnte man von allen Teilen des regelmäßigen, eigentlichen Gefüges, die Einfassungf und Schraffierungsleisten am paffendsten dafür erkennen, alf welche sich als die erhabensten, folglich als die von der Säure am wenigsten angegriffenen, durch eigentümliche Zärte und Jähigkeit, Sarbe und Glanz (Ligenschaften, welche, a priori zu schließen, daf Eisen durch eine solche Legierung höchst wahrscheinlich in einem solchen Grade erlangen dürfte) ausgezeichneten Teile, und umso mehr dafür aussprechen, als auch ihre Masse zusammen genommen Sem demisch ausgewiesenen maximo des Total-Gehaltes an Midel, und ihre ziemlich gleichsörmige Verteilung in der Gesamtmasse, der Sorderung in dieser Beziehung, am meisten entspräche. Die am ftarkten angegriffene Substang der Streifen könnte dann, allen ihren Eigenschaften gemäß, für reinef Gediegeneisen gelten ef bliebe demnach nur noch die dritte Substanz übrig, die sich durch daf Gefüge und durch ihre Eigenschaften als heterogen von jenen beiden ausspricht, nämlich die der Zwischenfelder oder Siguren. Gillet de Laumont scheint geneigt, diese für gekohltes Eisen anzuseben und wirklich hat diese Vermutung vieles für sich, zumal da Kohlenstoff als Bestandteil mehrerer Meteor Steine, und selbst — nach Tennant - des Kap'schen Lisens (in welchem derselbe vielleicht, so wie der Midel und die übrigen Bestandteile, gang gleichförmig in der Masse verteilt, und nicht bloß mit einem bestimmten Unteile des Gediegeneisens chemisch verbunden und mit diesem ausgeschieden, sich befindet), bereits dargetan ist.

Das Gefüge wäre demnach die Solge einer mehr oder weniger vollkommenen Ausschleidung der früher gleichsörmig im Ganzen vermischt und gedunden gewesenen Bestandteile des Meteor-Eisens, des Nickels und Kohlenstoffes, einer neuen chemischen Verbindung derselben mit einem Teile des Gediegeneisens und einer mehr oder weniger vollkommen und regelmäßigen Absonderung und Gruppierung der solcher Gestalt verschiedenartigen, neu gebildeten Gemengteile von dem reinen Eisen.

Was die beiden andern metallischen Substanzen betrifft, die keine integrierenden Teile senes Gefüges ausmachen, und die ihre Zeterogenität schon durch die Art ihrer Linnengung in die übrige Masse, und durch ihr Äußeres zu erkennen geben so spricht sich die eine, bröcklig-körnige, durch alle oryktognostischen und physischen Merkmahle deutlich genug als Schweseleisen, und zwar als Magnetkies aus, und es ist undegreislich, wie bei dessen großer Menge — indem die Massen ganz damit durchsäet sind — der eine Bestandteil desselben, nämlich der Schwesel, bei den bisherigen Analysen solcher Massen (bis neuerlichst der sibirischen durch Laugier) so ganz aller Wahrnehmung entgangen sein konnte.

Die andere, derbere, dichtere, in rundlichen Massen bisweilen eingemengt vorkommende Substanz hat wohl viele Ühnlichkeit mit sener, scheint aber doch wesentlich von ihr verschieden und vielleicht eine unvollkommene Uusscheidung oder ein Rücktand des ursprünglichen Total-Gemisches aller Bestandteile der metallischen Meteor-Masse, also gekohltes und geschweseltes, und vielleicht auch noch mit Nickel verbundenes Gediegeneisen, und demnach, hier gleichsam als Gemengteil, in demselben Justande zu sein, in welchem die Masse des Kap'schen Eisens noch im Ganzen sich besindet.

Auch diese Note war bereits niedergeschrieben und zum Drucke bereitet — der nicht länger mehr aufgeschoben werden konnte — als ich durch Zerrn Apotheker Moser die Resultate einer, wie mir däucht, sehr entscheidenden chemischen Untersuchung, welche derselbe auf mein Ansuchen und nach meinen Wünschen in dieser Zwischenzeit vorzunehmen die Güte hatte, mitgeteilt erhielt. Nach einer vorläusigen Analyse eines Stückes von der Elbogner Lisen-Masse im Ganzen, wobei sich — nach Wollastons Versahren vorgegangen — in hundert Teilen ein Gehalt an Nickel von 7,29 ergab, wurden drei Plättchen, welche aus einem ähnlichen, aber größeren Stück deiser Masse geschnitten worden waren — sedes beiläusig von einem Zoll im Gevierte, und etwa $\frac{3}{1.2}$ Linie dick, am Gewichte zusammen 244 Gran betragend — so lange in Salpetersäure gebeitzt, bis die am leichtesten auslössliche Substanz, nämlich die der Streisen, ganz ausgeätzt und ausgelöset war. Es wurde nun das rückständige Gerippe oder Netz von Lamellen (den Linsassungsleisten) und den zum Teil ausgefüllten Zwischenräumen (der Substanz der Siguren oder Zwischenseleder) sowohl

getreue Darstellung der abgeschliffenen fläche an dem

alf die flüffigkeit, welche das Aufgeätzte aufgelöft enthielt, beide einzeln für sich, nach gleichem Verfahren untersucht, und ef ergab sich bei ersterem ein Gehalt an Victel von 9,83, in letzterer nur von 4,18 in hundert Teilen. Das arithmetische Mittel von diesen beiden Jahlen gibt nun beinahe ganz genau obige Summe des Gehaltes der Masse im Ganzen. Es ist demnach wohl nicht zu zweifeln, daff wo nicht aller, doch der bei weitem größere Teil des Mickelf in dem unauflöslicheren Teile der Masse, und zwar höchst wahrscheinlich in den Lamellen oder Einfassungsleisten enthalten sei denn da bei diesem Versuche die Beitze über die Gebühr und so lange fortgesetzt wurde, bif felbst ein großer, ja der größte Teil der Liguren oder Zwischenfelder ganz durchgeätzt, und auch deren Substanz aufnelöst worden war, so konnte wohl nur wenig von senem Mickelnehalte des Gerippes von dieser letzteren herrühren, im Gegenteil ist es weit wahrscheinlicher, dass der in der flüssigkeit aufgefundene Mickelgehalt von derselben, oder vielmehr von der Substanz der Einfaffungf zumal der Schraffierungfleisten berzuleiten sei, deren gleichzeitige Auflösung, wenn gleich in einem geringeren Grade, schlechterdings immer unvermeiblich ist, bei diesem Versuche aber, ber langen Dauer def Prozesses wegen, bedeutend gewesen fein muff. Alle im Gbigen geäußerten Vermutungen, hinsichtlich des Mickels und seines Unteiles an der Bildung und Erscheinung des Gefüges, fänden sich somit bewährt, so wie wohl auch jene von der Substanz der Streisen, da sich außer Eisen und Mickel kein anderweitiger Stoff in der Auflösung ausmitteln ließ. Von Roble oder Grafit wollte sich dagegen bei diesen Zaupt- so wie bei mehreren, zum Teil absichtlich Sarauf vorgenommenen Nebenversuchen durchauf Leine Spur finden, und da sich auch von Leinem anderweitigen Stoffe, mit Aufnahme des Schwefels, weder von Silicium noch selbst von Chrom (auch nicht von Kobalt), worauf Bedacht genommen wurde, eine Anzeige ergab so bleibt die Matur der Substanz, welche die Siguren oder Zwischenfelder des Gefüges bildet, zur Zeit noch zweifelhaft. Auf dem Boden des Gefäßef, in welchem die Beitze vorgenommen wurde, fanden sich nebst mehreren teils einzelnen, teils zu zwei und drei zusammenhangenden Lamellen, welche von ben Atzungsplättehen wegen Mangel an Verbindung abgefallen waren und die mit zur Untersudung des Gerippes verwendet wurden — mehrere unförmliche Stücke und Körner (wovon doch einef eine vollkommene Würfelform zeigte), zusammen von 4,40 Gran am Gewichte, von jener brödlig körnigen Substanz, die wir bereitf für Schwefeleisen erkannten, alf welchef sie sich auch durch die Unalvse bewährte, und zwar in einem Verhältnisse des Schwefels zum metallischen Eisen wie 0,30 : 4,10 ein Verhältnis das demnach weit unter senem steht, welches für das terrestrische Schwefeleisen im minimum alf konstant angenommen wird. Auch jene dichte, härtere Substanz, welche in Gestalt rundlicher Massen eingemengt vorkommt, und namentlich sene oben erwähnte auf bem Lénartoer Lisen, erwief sich als reines Schwefeleisen, in welchem jeboch offenbar das Verhältnis bef Schwefelf zum Eisen — das wegen der allzu geringen Menge, die davon zu Gebote stand, nicht genau aufgemittelt werden konnte - ein gang anderef ift. Ef geht hierauf die Richtigkeit der schon früher gemachten Bemerkung hervor, dass das Schwefeleisen in den Meteor-Massen von ganz eigener und von sehr mannigfaltiger Art sei, und dass man bei dessen Beurteilung nicht von bem für daf terrestrifche Schwefeleisen festigesetzten Prinzip aufgeben, und vollends bei Bestimmung des quantitativen Verhältnisses desselben nicht stöchiometrisch vorgehen dürfe.

Noch muss ich bei dieser Gelegenheit des Resultates eines Versuches erwähnen, welches einerseits die zu vernuten gewesene Zerstörbarkeit dieses Schweseleisens durch Zitze, andererseits die nicht minder a priori wahrscheinlich gewesene, höchst schwere Schmelzbarkeit des Meteor-Kisens bestätiget, und somit meine hin und wieder geäußerten Zweisel gegen die herrschende Meinung, als wären die Meteor-Massen mehr oder weniger das Produkt eines Schmelz-Prozesses, und als kämen die Metall-Massen wohl gar im geschmolzenen Zustande selbst zu Erde, zu bekräftigen scheint. Es wurde nämlich ein drei Quäntchen schweres Stück gewöhnliches, weißes Roheisen, und gleichzeitig ein I Linie dickes, 40 Gran wiegendes Plättchen vom Elbogner Eisen, welches von einem, ganz mit solchem Schweseleisen ausgesüllten Kisse durchzogen war, zu schmelzen versucht. Zenes Stück Roheisen schwoseleisen schweseleisen kanzen das Plättchen Meteor-Eisen dagegen blieb ganz unverändert, selbst an den scharsen Kanten und Ecken aber das im Kisse enthalten geweiene Schweseleisen war ganz zerstört. Und diese Zerstörung nahm selbst schon bei sehr mäßiger Rotzlühlistze ihren Unsanz. Wie könnten sich demnach die seinen Utome von Schweseleisen, mit

bereits erwähnten, in der Von der Mull'schen Sammlung besindlichen, schönen Ladenstücke¹⁴⁹ von der sibiri-

welchen die lockere, poröse Steinmasse der Meteor-Steine, und vollends die Metall-Massen vom Mittelpunkte bis zur äußersten Oberfläche ganz durchsäet sind, so unverändert im metallischen und zum Teil selbst im kristallinischen Justande erhalten haben, wenn erstere auch nur eine solche Zitze, welche zur Erzeugung der Ainde auf diesem Wege nötig ist, und letztere eine solche — durchdringende und anhaltende — welche etwa notwendig sein dürste, ihre Masse — oft von mehreren Jentnern — in Sluss zu bringen, ausgestanden hätten.

149 Ef zeichnet sich dieses (28 Loth wiegende) Stück durch ein besonders frisches Unsehen, reine und gute Erhaltung, durch Größe der Metall-Jacken, und vorzüglich durch einen auffallend reichen Gehalt am olivinartigen Gemenyteile auf, so dass dieser im Ganzen, dem Volum nach, wohl mehr als der Unteil am Metalle betragen möchte. Obyleich dieser Gemenyteil hier — was sonst nur selten und im Einzelnen der Fall ist — größten Teilf in einem besonderf reinen Zustande und hohen Grade von Ausbildung vorkommt, so zeigt er doch eine Menge von Abstufungen darin, und geht — wie bereits in der Beschreibung desselben bei den Meteor Steinen bemerkt worden ist, nur in umgekehrter Progreffion, in entgegen gesetztem Quantitäts Verhältnisse und gewöhnlich mit Abnahme an Volum der Maffen — auf den lichteften, blaff gelblich-weißen und grünlichen Sarben, einerseits durch wachs und honiggelbe Tinten inf Dunkelbräunliche, Zimtbraune und selbst inf Zyacinthrote, andererseits durch spargel und pistaziengrune inf Schmutzig und Olivengrune über, und in eben dem Maße nehmen die Grade der Durchscheinenheit, vom vollkommen Durchsichtigen bif zum Undurchsichtigen ab der Glafglang nähert sich immer mehr und mehr dem Settglange der Bruch verläuft sich auf dem flachmuschlichten, versteckt blätterigen, in den ebenen, nicht selten mit beutlich blätterigen, oft felbst schaligen Absonderungen die scharfkantigen Bruchstücke erscheinen stumpfer und die Zärte sinkt vom Glastitzen bis beinahe zum Weichen herab. Mur höchst selten findet sich, selbst an diesem Stücke, ein einzelnes Korn, wenn nur von einiger Größe, das, zumal im böberen Grade von Reinheit, auf jener Suite von Linenschaften durchauf nur ein Glied zeinte gewöhnlich finden sich deren zwei auch drei, oft sehr entfernte, meistenf aber ineinander verlaufende, an einem und demfelben. Sehr häufig aber, obgleich an diesem Stücke nur wenig und nur stellenweise, dagegen an den meisten Studen die ich kenne, namentlich dem großen (5 1 Pfund schweren), und noch mehr an dem — angeblich auf Norwegen herstammenden (über 2 Pfund schweren) Stücke der kaiserl. Sammlung so auch an der, im Museum zu Gotha aufbewahrten, in Sachsen aufgefundenen ähnlichen, ästig-zelligen Lisenmasse, und wie auch Graf Bournon von dem einen größeren, mehrere Pfund wiegenden Stücke der Zoward'schen Sammlung bemerkt — bei weitem vorwaltend, findet sich dieser Gemenyteil in ähnlichen, doch meistens in den unvollkommensten oder doch minder vollkommenen Graden von Aufbildung in ganz unförmlichen, größeren und Eleineren Körnern und Bruchstücken, zum Teil in, dem Eisenspate in verschiedenen Abstufungen, ungemein ähnlichen Partien von blätterigem Gefüge zusammen gemengt und durch Eisendryd zu einer festen, kompakten Maffe gleichsam zusammen gekittet, und bildet gewisser Magen eine Grundmaffe, welche von Jacken des Gedieneneisens durchwachsen ist, die hie und da als Spitzen über die Oberfläche hervorragen, aber nur höchst selten, und dann nur unvollkommene, kleine Jellen bilden. Zie und da findet sich an allen größeren Stüden der Urt, und namentlich auch an einem großen (3 Pfund 19 Loth schweren) Stücke im Besitze Sr. Laiserl. Zoheit des Erzberzons Johann (im Johanneo zu Grätz) — baf in Sinficht auf Frischheit im Unsehen, der guten Erhaltung, der Größe der Metall-Zacken und der Ausneschiedenheit und Reinheit des Olivines im Einzelnen, jenem auf der Von der Mull'schen Sammlung keineswegf nachsteht — in größeren oder kleineren Partien, eine ganz erdige, trodine, zum Teil ganz zerreibliche, matte, graulichweiße, der Grundmaffe der Meteor Steine vollkommen ähnliche Substanz (wie auch Graf Bournon an jenem größeren 30ward'ichen Stücke bemerkte), die vielleicht für verwitterte Olivin-Maffe angesehen werden könnte, mander Rücksichten wegen aber wohl richtiger für ursprünglich minder ausgebildeten Olivin, oder für wirkliche, jener der Meteor-Steine nanz ähnliche, Grundmasse zu halten sein möchte. Die abnefchliffene fläche eines Fürzlich erhaltenen Bleinen Stückes der Urt, welches diese erdige Substanz

schen Lisen-Masse, um das Gefüge zu versinnlichen, welches eine ähnliche Utzung auf der polierten Oberfläche der durchschnittenen Metall-Jacken zum Vorschein gebracht hat. Es zeint dasselbe zwar einige Abweichung von jenem obiger derber Eisen-Massen, im Wesentlichen aber boch basselbe nämlich: eine wo nicht so regelmäßige und vielfach vereinzelnte, doch eine ähnliche und ebenso scharfe Absonderung von wenigstens zwei heterogen scheinenden metallischen Substanzen. Die Oberfläche eines jeden solchen geätzten Zackens zeigt nämlich, gleichsam als Kern desselben, ein feld von matter, eisengrauer farbe, welches von einem zwar nicht immer gleich breiten, aber scharf abyeschnittenen, und selbst durch eine mikroskopisch feine Linie getrennten Saume von spiegelicht glänzender, stark inf Silberweiße fallender Karbe, eingefasst ist, der, indem er die Kante der fläche oder den Kand des Umrisses vom Zacken selbst bildet, senes feld ringsum begrenzt. Die form dieser felder ist keineswegs gleichförmig und regelmäßig — so wie sene der Zwischenfelder oder Siguren an den derben Eisen-Massen zu sein pflegt sondern vielmehr höchst verschieden und unbestimmt, indem sie ziemlich genau dem Umrisse des Zackens entspricht. Die Grenzlinie jener Felder folgt nämlich allen Ecken, Krümmungen und Ausbuchten des Zackenrandes, nur mit der Abweichung, dass sie nicht immer gleich weit vom

mit jener unförmlich gemengten, verschieden gefärbten Olivin-Masse in bedeutender Menge und nur mit einzelnen wenigen und zarten Metall-Jacken durchwachsen zeigt, würde jedermann eher für die eines Meteor-Steines, als eines Stückes vom sibirischen Eisen erkennen.

äußersten Rande sich entsernt, so z. Z. in den Krümmungen einen verhältnismäßig kleineren Bogen, in den Ecken meistens einen weit spitzeren und mehr gedehnten Winkel bildet bisweilen macht aber doch der Umriss eines Seldes eine Krümmung oder Ecke, die senem des Zackens nicht entspricht. Da nun der Saum den Rand des Zackens oder die Kante der Släche desselben bildet und den Zwischen raum zwischen dieser und dem Selde aussüllt so folgt, dass derselbe ungleich breit sein müsse. Im Durchschnitte hat er eine Breite von $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{4}$ Linie, ost sedoch kaum von $\frac{1}{12}$ Linie dagegen nicht selten, zumal in den Krümmungen, von einer halben, und in den Ecken bisweilen selbst von einer ganzen Linie.

Wo die fläche eines Jackens sehr schmal ist, wo nämlich der Schnitt einen Seiten oder Verbindungsast, oder die Schneide eines liegenden Jackens traf, da zeigt sich kein feld oder Kern, sondern die Säume von beiden Rändern stoßen zusammen und sind bloß durch eine zarte Linie getrennt wie sich aber diese fläche erweitert (was sehr oft bei Seiten und Verbindungsästen der fall ist, indem sie sich gegen die Zauptstämme hin verdicken), so trennen sich die beiden Säume und der Kern erscheint als ein grauer Strich, der nach Maßgabe der zunehmenden Breite der fläche immer breiter und endlich zu einem Selde wird, dessen Umriss wieder senem der fläche entspricht.

Da mir die Utzung an diesem Stücke zu schwach schien, so ersuchte ich Zerrn v. Widmannstätten, zum Behuse

Sieser Ausarbeitung an einem kleinen Stücke von Siesem Lisen in meinem Zesitze einige abgeschnittene Zacken stärker und bis auf senen Grad zu ätzen, bis zu welchem jene flächen obiger derber Eisen-Massen, um eines Abdruckes fähig zu sein, früher von ihm selbst geätzt worden waren. Es zeigte sich nun, dass die Substanz des Kernes, der nun dunkler eisengrau erschien, ganz sener der Kiguren oder Zwischenfelder, die des Saumes oder Außenrandes der Zacken aber vollkommen sener der Streisen entspres che, indem sie nun nicht nur in eben dem Grade gegen erstere vertieft, sondern auch von ganz ähnlicher, zinkweißer Karbe und mit gleicher und zwar ziemlich grobnarbiger Oberfläche erschien und dass endlich sene zarten Linien, welche zuvor zwischen Kern und Saum bemerkt wurden, vollkommen mit den Linfassungsleisten überein kommen, indem sie nun ebenso erhaben und ganz von uleicher Beschaffenheit sich zeigten. Es finden sich demnach auch an dieser Metall-Masse sene drei verschiedenartigen Substanzen, welche bei den derben Meteor-Lisenmassen das beschriebene Gefüge bilden, und zwar ebenso deutlich ausgesprochen und scharf begrenzt und ganz von derselben Beschaffenheit, nur mit dem Unterschiede, dass sie hier nicht mit jener kristallinischen Regelmäßigkeit ausgeschieden und gegenseitig gelagert sind. 150

¹⁵⁰ Ein mit einem zweiten ähnlichen Stücke von dieser Masse vorgenommener Versuch zum Blau-Unlausen durch Erhitzung gab nicht nur ein vollkommen entsprechendes Resultat, sondern brachte auch eine Menge höchst zarter Linien — Linfassungs und Schraffierungsleisten — zum Vorschein, die sich auf dem teils violetten teils dunkelblauen Grunde durch eine schön goldgelbe Farbe auseichneten, und die, wahrscheinlich ihrer Jartheit wegen, durch die Säure zerstört wurden, daher sich an dem geätzten Stücke nur die und da Spuren davon sinden. Und genau dasselbe zeigte

Die Oberfläche sener Zacken, welche nur sein poliert, aber nicht geätzt wurde (welches letztere am Von der Rull'schen Stücke — wie auch auf der Darstellung zu ersehen ist — nur auf der einen Zälfte der abgeschlissenen Släche geschah), zeigt von dieser Trennung der Substanzen, in Kern und Saum, feld und Linfassung, so wie ähnlich behandelte Flächen an den derben Massen, noch keine Spur, sondern es hat dieselbe ein ganz gleichsörmizges Unsehen, gleichen spiegelichten Glanz, und eine durchzaus gleiche, sehr licht stahlgraue, stark ins Silberweiße fallende Farbe.

Die zerstreut und mechanisch eingemengte, bröckligstörnige Substanz (das Schweseleisen) zeigt sich aber hier wie dort und so wie bei senen derben Massen, sehr deutslich und häusig, so dass sie hier wenigstens den sechsten Teil des gesamten Metall-Anteiles dieser Masse ausmachen dürste, von welchem sie sich durch ihr körniges oder doch rissiges Ansehen, durch eine Zinkweiße, schwach ins Aötliche ziehende Farbe und durch einen schwächeren Glanz außeichnet. Sie sindet sich teils in einzelnen kleinen und äußerst kleinen Körnern, teils in größeren bröcklig zussammen gehäusten Partien, teils in dichteren, zart rissigen Massen, und zwar meistens am Rande der Zellen, welche durch die Metall-Jacken gebildet werden und den Olivin einschließen, und die sie oft, entweder ganz oder stellenweise und abwechselnd mit dem Eisen und zwischen

ein Stücken von jener fächsischen Masse.

dieses gleichsam eingekeilt, gleich einer, obyleich ungleichs förmigen Einfassung umgibt. Bisweilen bildet sie selbst ganze Nebenzacken, Seitens oder Verbindungsäste von den Zauptzacken oder Stämmen des Eisens in sedem Salle ist sie aber immer durch eine zarte Furche von diesem geschieden.

9 Jehnte Tafel.

9.1 Plan der Gegend um Stannern in Mähren,

in der sich, am 22. Mai 1808, sener merkwürdige Steinfall ereignete,¹⁵¹ von welchem viele der ausgezeichnets steine hier beschrieben und dargestellt worden sind.

Es erstreckt sich dieser Plan¹⁵² über eine Gegend von 4 Meilen in der Länge (von dem Marktslecken Schelletau in S. bis zur Kreisstadt Iglau in N.), und auf 2 Meilen in der größten Breite (von den Landstädtchen Telsch und Trisch in W. bis zum Dorse Pirnitz in O.), durch welche die mährisch-böhmische Poststraße, beinahe in gerader Richtung von S. nach N., durch den Markt-

 $^{^{151}}$ Umstänbliche Nachrichten bavon — bie Refultate einer schon am sechsten Taye nach bem Er $_{\circ}$ eignisse an Ort und Stelle gemeinschaftlich mit Zerrn Direktor v. Widmannstätten und unter Mitwirdung def R. R. Kreisamtes zu Iglau von mir vorgenommenen förmlichen und wissenschaftlichen Untersuchung — sinden sich in Gilberts Unnalen der Physik, 38. 29, Jahry. 1808. Leider wurde die Sortsetzung derselben — zu welcher die nicht genug anzurühmende Betriebsamkeit sener Landesbehörde, und insbesondere die, bei dieser Gelegenheit gar sehr in Unspruch genommene, zum Glück durch das eigene Interesse den anziehenden Gegenstand lebhaft angeregte persönliche Aufmerksamkeit von Seite des Zerrn Kreishauptmannes, Gubernialrates v. Zuß, Materialien zu Genüge geliefert hatten (indem noch im Laufe desselben Jahref eine zwei Mahl wiederholte Durchsuchung des Slächenraumes nach den etwa verborgen liegenden und die sorgfältigste Nachforschung über die bereits aufgefundenen Steine, eine ebenso oftmalige amtliche Kinberufung und Vernehmung aller Kinder und Beobachter von folchen, und endlich, gemeinschaftlich mit den angrenzenden Kreifämtern, fehr umftändliche Nachforschungen über die Ausbehnung und Grenzen einiger, die Begebenheit begleitender, merkwürdiger Nebenerscheinungen vorgenommen und die Refultate bavon bereits eingesendet worden waren) — so wie die Bekanntmachung vieler bahin Bezug habender Untersuchungen, Arbeiten und Versuche (als Sortsetzung sener, welche bereits im 31. Bande desselben Werkef angefangen wurde), durch die ungünstigen Zeitumstände — den Ausbruch des Krieges von 1809 — unterbrochen, und durch deren lange Fortdauer und Folgen zuletzt ganz unterbleiben gemacht.

¹⁵²Es wurde dieser Plan, auf Anordnung der betreffenden hohen Landesstelle, nach den mitgeteilten Ansorderungen durch den Landesschungenieur Zerrn v. Berniere in Frühjahre 1809 vor Bestellung der Gründe und nachdem alle oben erwähnten Untersuchungen und Nachsorschungen bereits vollendet waren, unter Leitung des E. E. Kreisamtes und mit Juziehung der Ortsobrigkeiten und aller sener Individuen, welche Steine ausgesunden oder im Niederfallen beobachtet hatten, an Ort und Stelle ausgenommen, und nach einem willkürlichen aber bestimmten Maßstabe — welcher zur gegenwärtigen Kopie genau auf die Fälfte reduziert wurde — ausgesertiget.

flecken Stannern zieht, der ziemlich im Mittelpunkte dieses Flächenraumes (in einer Entsernung von 20 Meilen N. W. von Wien, 22 S. O. von Pray, und I3 N. W. von Brünn) liegt.

Es sind in demselben nicht nur alle innerhalb dieses Umbreises befindlichen Ortschaften in ihrer nehörigen Lage aufgeführt, Zügel und Täler, Gehölze, Waldungen, Ucker und Wiesen, Bäche und Teiche, Wege und Sußsteige nach deren verhältnismäßiger Ausdehnung angedeutet, sondern auch die einzelnen Stellen, wo Steine aufgefunden oder im Miederfallen mit Verlässlichkeit beobachtet, 153 und wo sie von den Sindern oder Beobachtern auf dem Platze selbst angegeben worden waren, mit möglichster Genauigkeit durch Punkte und fortlaufende Zahlen bezeichnet. Letztere beziehen sich auf eine dem Plane beigefügte Tabelle, welche die Nahmen der Deponenten nach ihren Wohnorten und in der Ordnung, nach welcher die amtliche Verhandlung ihrer Vernehmung gepflogen wurde, und das Gewicht der einzelnen Steine, welches teils nach wirklicher Abwiegung, teils nach einer beiläusigen Abschätzung bestimmt worden war, angibt.

Bezeichnet man die Grenzen des von Steinen wirklich befallenen flächenraumes nach den äußersten Punkten oder den entferntesten fallstellen (wie dies auf der Karte durch eine punktierte Linie geschehen ist) so erhält man

¹⁵³ Solder, bloß im Niederfallen beobachteter und nicht wirklich aufgefundener Steine, sind in diese Tabelle eigentlich nur zwei aufgenommen worden nämlich die beiden unter Nr. 30 und 42 im Plane angedeuteten, welche in den einen bei Stannern gelegenen Teich fallen gesehen und gehört wurden.

ein elliptisches Feld, ¹⁵⁴ das ziemlich das Mittel sener Gegend einnimmt, den Marktslecken Stannern beinahe zum Mittelpunkte hat, bei 7000 Klaster in der Länge und über 2600 in der größten Breite misst und einen Flächeninhalt von mehr als zwölf Millionen Quadrat-Klaster begreift. ¹⁵⁵

Line innerhalb dieses Feldes von der äußersten Fallstelle in N. (Nr. 60) bis zur äußersten in S. (Nr. I) gezo-

 $^{^{154}}$ In der Voraussetzung — die übrigens alle Wahrscheinlichkeit für sich hat — dass die niederfallenden Steine Trümmer oder Bruchstücke einer Masse (des Meteors oder einer, bei solchen Ereignissen gewöhnlich — wie auch bei Siesem — beobachteten, so genannten SeuerPugel) sind, welche, in Solge wiederholter Jersprengung oder Jerplatzung letzterer während ihres mehr oder weniger horizontalen oder vielmehr (weil sie selbst im Miederfallen ist) parabolischen Zuges durch unsere Atmosphäre, von ihr lossetrennt und nach allen denkbaren Aichtungen hinweg geschleubert werden, ist die elliptische (und oft selbst — wie gerade hier — vollkommen und zugespitzt eiförmige) form des flächenraumes, auf welchen dieselben niederfallen und dessen Grenzen ihre entferntesten Sallstellen bestimmen, sehr begreiflich, und die natürliche Solge teils der Vorwärtsbewegung der Maffe selbst, während sener sulzessiven Zersprengung, teils der zusammengesetzten Wurff- und Sallsbewegung dieser von ihr weggeschleuberten einzelnen Bruchstücke, welche letztere, selbst bei gang gleichgesetzter Wurfkraft, nach der Aichtung, in welcher die Wegschleuderung geschieht, verschieden gedacht werden muss. Ein anderes ist ef nämlich, wenn diese Wurffrichtung mit ber eigentümlichen Bewegung ber Masse koinzibiert und solcher Gestalt die erhaltene Wurfkraft verstärkt wird, alf wenn sie nach seitwärts, nach hinten oder vollends nach abwärts Statt sindet, in welchen Sällen der, der Wurffraft entgegenwirkenden, Schwerfraft der einzelnen Steine weniger Widerstand geboten, oder diese wohl gar selbst verstärkt wird. Im ersteren Kalle müssen die Steine ungleich weiter vom Mittelpunkte der Explosion und weit langsamer, nämlich nach Maßgabe der Zöhe, auf welcher diese vor sich ging, in einer mehr oder weniger schiefen oder parabolischen Richtung zur Erde kommen in letzteren fällen dagegen weit näber jenem Centro oder selbst in bemselben, schneller und mehr oder weniger senkrecht niederfallen. Und in dieser so manninfaltig modifizierten und komplizierten Sallsewegung, vollends aber in der weitern Zersprengung einzelner solder Brudyftude während derselben (wosür nicht nur mehrere bei solden Ereignissen gewöhnlich beobachtete Nebenerscheinungen, sondern — wie aus obigen Zeschreibungen erhellet Beobachtungen an den Steinen selbst — zumal rücksichtlich der verschiedenen Beschaffenheit der Oberfläche und der Kinde an einem und demselben Stücke — zu sprechen scheinen), wodurch sie wieder abgeändert und in eine neue, ähnliche, auf eben die Urt und noch mehr komplizierte aufgelöset wird, möchte wohl die Erklärung jenes rätselhaften Umstandes zu suchen sein, dass viele Steine, trotz ihref bedeutenden spezifischen Gewichtef und der beträchtlichen Söhe, in welcher deren Lostrennung von der Masse in den meisten Sällen vorzugeben scheint, so äußerst sanft auffallen, baff sie kaum die Erde aufschürfen, eine Strecke weit fortrollen oder auf weichem, lockern Boden oberflächlich liegen bleiben.

¹⁵⁵ Da, wie auf dem Folgenden erhellen wird, sowohl der Jahl und Masse als dem Gewichte nach, doch wenigstens zwei Drittel der bei diesem Ereignisse niedergefallenen Steine mit hinlänglicher Verlässlichkeit ausgemittelt und die Fallstellen derselben angegeben werden konnten, und da vorzüglich auf die Grenzpunkte alle Ausmerksamkeit gerichtet worden war so dürste die angegebene Lage, Richtung und Ausdehnung dieses Feldes als ziemlich richtig angenommen werden können.

meridians parallel lausende (vorauspesetzt dass bei Übertrayung der Stellung der Magnetnadel auf den Plan die
damals Statt gehabte Abweichung gehörig berücksichtigt
wurde) unter einem Winkel von etwa 7° durchschneiden
möchte — würde dasselbe der Länge nach in zwei sehr ungleiche Zälsten teilen, 156 und eine Linie, welche man quer
durch dasselbe, und zwar von der äußersten Fallsstelle in
V. (Ur. 51) zur äußersten in W. (Ur. 63) zöge, würde
sene etwas über dem Mittel ihrer Länge, dem Nordende
etwas näher, durchkreuzen.

Bei einiger Aufmerksamkeit auf die Punkte, welche die Sallsstellen der Steine bezeichnen, bemerkt man bald, dass sie nicht durchauf und gleichförmig über das Seld verbreizet, sondern vielmehr deutlich in drei Gruppen verteilt sind, die durch beträchtliche, ganz freie Zwischenräume voneinander getrennt werden und in deren Mittel sie zum Teil — wenigstens auf der Karte — ziemlich dicht erscheinen, indes sie außerhalb desselben sehr weitschichtig und nach allen Richtungen um selbes herum zerstreut vorz

¹⁵⁶ Obgleich, auch in Annahme obiger Voraussetzung, eine solche, die größere Achse der Ællipse, und somit wohl auch beiläusig den Jug des Meteors bezeichnende Linie, überhaupt nur höchst unsicher auf die wahre Bahn des Meteors schließen ließe, indem dies voraussetzen würde, dass die äußersten Punkte derselben durch Steine bestimmt worden wären, die in einer ihr vollkommen entsprechenden Aichtung von der Masse abgeschleudert wurden — was wohl bei einem ähnlichen Vorsalle se erweisslich sein möchte — so wäre dies hier umso weniger zulässlich, da ein Drittel der wahrscheinlich gefallenen Steine, wenigstens ihren Sallsstellen nach, nicht ausgemittelt werden konnten, wovon doch leicht einige — welches hier, wie auf dem Kolgenden erhellen wird, wirklich höchst wahrscheinlich der Sall war — wenn gleich noch innerhalb des Keldes, doch so zu liegen gekommen sein konnten, dass sie Aichtung sener Linie abändern würden, wenn auch keiner davon, als der Bahn vollkommen entsprechend, den wahren Endpunkt derselben bezeichnet haben sollte.

fommen.157

Die eine Gruppe findet sich am nördlichen Ende des Keldes, bei dem Orte Neustift und zwischen diesem und dem Orte Roschitz, und begreift vier Kallsstellen, die sich ziemlich nabe sind, so dass die einzelnen Steine kaum 300 bif 400 Klafter weit voneinander entfernt zu liegen kamen, und einen flächenraum von etwa 200,000 Quadrat-Klafter einschließen. Die zweite Gruppe zeint sich ziemlich genau im Mittel des elliptischen Feldes und ungleich beträchtlicher an Zahl der Kallsstellen sowohl als an Ausbehnung, in und um Stannern, bei Sorez, Kalkenau und bis über Mitteldorf und Otten in W. und neuen Zasliz in O. hinauf. Sie benreift 36 Kallstellen, wovon 16 newisser Maken die Zaupthruppe oder das Mittel derselben bilden, die sich zum Teil besonders nabe sind, nämlich auf 100, 200 bis 300 Klafter, und zusammen einen flächenraum von kaum 600,000 Quadrat-Klafter einschließen die übrigen liegen mehr zerstreut und in weit größeren Entfernungen, so dass manche 400 bis 600 Klafter voneinander und die äußersten in O. und W. (Ar. 51 und 63) von einem als wahrscheinlich anzu-

¹⁵⁷ Diese Gruppen oder partienweisen Steinniederfälle entsprächen nun wirklich den angenommenen sukzessiven Zerplatzungen des Meteors umso mehr, als diese selbst durch ebenso viele Zaupt-Detonationen während des Ereignisses, die gleich starken Kanonenschüssen oder gewaltigen Donnerschlägen selbst auf sehr weite Entsernung — nach gewissen Richtungen auf 10 bis 14 Meilen weit — ziemlich allgemein vernommen worden waren, bezeichnet wurden so wie wohl auch die gedrängtere Lage der Fallstellen unmittelbar und gleichsam im Centro dieser Gruppen, dagegen die weite Zerstreuung vieler anderer, ossendar dazu gehöriger, um dasselbe in sehr verschiedenen Abständen, obige Schlusssolgerung in Zetress der so mannigsaltigen und komplizierten Wurssund Fallsbewegung der Bruchstücke, und vollends das eigene, nach einstimmiger Aussage, einem Peloton oder kleinem Gewehrseuer ähnliche, fortgesetzte Getöse, die Annahme einer wiederholten Zersprengung vieler einzelner Steine während ihres Falles zu bekräftigen scheinen.

nehmenden Mittelpunkte der Gruppe, über 1000 und bei 1600 Klafter abstehen, und so dass alle 36 Fallsstellen einen Flächenraum von nahe an 5 bis 6 Millionen Quadrat-Klafter einnehmen. Die äußerste, höchst wahrscheinlich

158 Diese beträchtlichen Fallsentsernungen setzen eine, den einzelnen Bruchstücken mitgeteilte, horizontale Bewegung und eine Wurftraft vorauf, die sich, bei der Böhe in der jene Explosionen, welche selbe bewirken sollen, vorzugehen scheinen, einerseits mit dem spezisischen Gewichte dieser Massen und der darauf resultierenden und sener entgegen wirkenden Schwerkraft, andererseits mit der leichten Zersprengbarkeit, dem lockern Kohäsions-Zustande, in welchem sie wenigstens zur Erde kommen, nicht wohl zufammen reimen lassen. Und noch mehr als diese beträchtlichen Fallsentfernungen der Steine sprechen für die Gewalt, welche die Explosionen der Masse bewirkt, die ausnehmende Stärke und die weite Ausbehnung des Getofes, das dieselben bezeichnet, und welchef bei allen ähnlichen Ereignissen in einem ziemlich gleichen Grade und von auffallend gleichförmiger Urt beobachtet wurde. So verbreitete sich bei diesem Ereignisse — nach den Resultaten einer im Laufe besselben Jahref noch von dem Kreisamte zu Iglau einvernehmlich mit den angrenzenden Kreifämtern von Inaim in Mähren, Czaflau und Tabor in Böhmen, und von Korneuburg und Kremf in Ofterreich (deren sowie aller untergeordneten Behörden tätige Mitwirkung über hundert, mit Protokollen und andern Dokumenten belegte, Amtsberichte bewährten) in dieser Beziehung gepflogene Untersuchungsverhandlung — das Getöse — wenigstens jenes der Zaupt Detonationen von Stannern auf — den Ort selbst alf Mittelpunkt angenommen — in A. gegen Czaflau auf 4, in O. gegen Brunn auf 8, in S. gegen Stockerau und in W. gegen Tabor selbst bis auf 14 Meilen weit, und zwar mit folder Stärke noch, daff mit demfelben, wenigstenf nach jenen weitern Aichtungen bin, auf eine Entfernung von 8 bis 12 Meilen von jenem Mittelpunkte, eine Erschütterung der Gebäude und ein Klirren der Fenster bemerkt wurde. (Merkwürdig ist, daff die Grenzen des flächenraumes, über welchen sich dieses Getose ausgebreitet hatte, die ich nach ben, mit den Berichten erhaltenen, sehr genauen Angaben und nach den bezeichneten Ortschaften auf eine Karte übertrug, eine ähnliche und jener des von den Steinen befallenen Slächenraumes entsprechende Ellipse gaben, deren größere Achse ebenfalls wie die von sener von A. A. W. gegen S. S. O. und derselben sehr parallel lief, und dass damit auch ganz auffallend die Richtung und Ausbehnung des in Begleitung des Phänomenes beobachteten und unbezweiselbar mit demselben zu sammenhangenden Nebelf überein kam, der nur auf engere Grenzen alf das Getose beschränkt war, indem sich derselbe in S. auf 8, in A. kaum auf 4, in W. nur wenig weiter, in O. nicht einmal so weit erstreckte. Dass der Nebel sowohl als vorzünlich das Getose sich bedeutend weiter nenen S. und W. alf gegen A. und G. aufgedehnt haben, mag wohl Aebenumständen zuzuschreiben sein, die leicht darauf Einfluss gehabt haben konnten, 3. 23. dem Luftstrome — obgleich während der Dauer def Ereignisses, so wie selbst den ganzen Tag über, wenigstens in der niedereren Region, die Utmosphäre vollkommen ruhin war — zum Teil auch dem Niveau des Terrains, das sich negen O. und vorzüglich gegen N. beträchtlich erhebt — obgleich diese Erhebung bei der Zöhe, in welcher die Explosionen Statt gefunden zu haben scheinen, geradezu keinen großen Einfluss auf die Verbreitung des Schalles gehabt haben kann. —)

Wenn man nun erwäget, dass der Umsang der bei diesem Ereignisse niedergefallenen Masse im Ganzen (als Zeuerkugel) — deren Zorm als sphäroidisch sich gedacht und die physische Zeschaffenheit ihrer Substanz in dem Justande angenommen, in welchem die einzelnen Steine als Zruchstücke derselben zur Erde kommen — nach dem wahrscheinlichen absoluten Gewichte von 150 Pfund im Vergleich mit dem spezisischen von 3: I des Wassers, kaum mehr als einen Schuh im Durchmesser (in Dampsgestalt — bei gewöhnlicher Kompression — etwa 6000 Kubik-Schuh körperlichen Inhalt) gehabt haben konnte (und dei den meisten ähnlichen Ereignissen muss dieser noch ungleich kleiner gewesen sein, indem die teils im Ganzen teils in nur wenigen einzelnen Stücken herabgefallene Masse oft nur wenige Pfund betrug) so möchte man sich wohl bestimmt sinden von der Idee, diese Gewalt als eine bloß mechanische zu betrachten, abzugehen und dieselbe vielmehr

zu dieser Gruppe gehörige Kallsstelle gegen N. (Nr. 55) steht von der äußersten der vorigen Gruppe gegen S. (Mr. 61) über 1000 Klafter ab, so dass im elliptischen felde zwischen diesen beiden Gruppen ein steinfreier Zwis schenraum von wenigstens 2 Millionen Quadrat-Klafter auffällt. Die dritte Gruppe endlich findet sich gegen das füdliche Ende des Feldes, zwischen und über den Orten Zungerleiden, Lang- und Klein-Pirnitz, und zeigt sich ebenfalls sehr beträchtlich an Zahl der Punkte und an Ausbehnung. Erstere beläuft sich auf 26, wovon wieder mehrere, zumal 10, sich ziemlich nahe, nur auf 100, 200 Klafter Entfernung voneinander liegen, so dass sie einen flächenraum von kaum 2 bis 300,000 Quadrat-Klafter einschließen. Die übrigen liegen wieder mehr zerstreut und entfernter voneinander, so dass alle zusammen einen flächenraum von etwa 2 bis 3 Millionen Quadrat-Klafter einnehmen möchten. Diese Gruppe hat sich übrigens mehr in die Länge als in die Breite ausgedehnt, 159 denn der entfernteste Fallspunkt gegen S. (Ar. I) der überhaupt auch sehr weit, bei 1600 Klafter, vom wahrscheinlichen Mittelpunkte derselben sich befindet ist vom äußersten dieser Gruppe gegen N. (Nr. II. b.)

als die Wirkung eines uns ganz fremden, großen demischen Prozesses anzuselhen, dessen Resultat vielleicht die Bildung der nächsten Bestandteile, in welchen sich uns die meteorischen Massen, wenn sie einmal zur Erde gekommen sind, zu erkennen geben, aus den uns zur Zeit noch unbekannten Urstossen (Chladnis Ur-Materie) sein dürfte, und wobei die Explosion und Zertrümmerung der Massen ur Rebenwirkung wäre.

¹⁵⁹ Wahrscheinlich weil der Stein VIr. I ziemlich horizontal und der ursprünglichen Bewegung des Meteors entsprechend, folglich mit verstärkter Wurskraft, vorwärts geschleudert wurde, daher die schiefste Richtung oder längste Parabel im Falle beschrieb und folglich am weitesten flog, wie dessen Fallstelle denn auch in gerader Linie bei 1600 Klaster vom annehmbaren Centro dieser Gruppe entsernt liegt.

auf 2200 Klafter entfernt, indes der äußerste gegen W. (Ar. 25) vom äußersten gegen Q. (Ar. 18) nur 1300 Klafter absteht. Jener äußerste dieser Gruppe gegen A. (Ar. II. b.) ist von dem äußersten der vorigen, mittles ren Gruppe gegen S. (Ar. 62. b.) ebenfalls auf beinahe 1000 Klafter entfernt, so dass demnach auch hier, wie zwischen letzterer und der ersten Gruppe am Nordensde, ein ähnlicher steinfreier Zwischenraum von beiläusig 2 Millionen Quadrat-Klafter bemerkbar wird.

Jene durch die äußersten Fallstellen in N. und S.
— nach Angabe des Planes — der Länge nach durch das feld gezogene Linie durchschneidet eben so wenig den als wahrscheinlich anzunehmenden Mittelpunkt dieser Gruppen als senen des Feldes im Ganzen um diesen Forderungen zu entsprechen, müsste eine andere angenommen werden, welche in N. um einige Grade mehr westlich siele, welches den, in mehrsacher Beziehung auch wirklich sehr wahrscheinlichen Umstand voraussetzen würde, dass am Nordende des Feldes noch einige Steine, gegen Willenz und Porenz zu, gefallen wären, die nicht zur Notiz kamen oder deren Fallstellen wenigstens nicht ausgemittelt werden konnten. 161

¹⁶⁰ Die Gleichheit dieser steinfreien Räume zwischen den Gruppen, so wie die der Abstände dieser voneinander, sowohl ihrem wahrscheinlichen Mittelpunkte als ihren Endfallstellen nach, ist meines Erachtens sehr merkwürdig, indem sie auf gleiche Intervalle zwischen den Explosionen schließen lässt, welche übrigens auch die Aussagen über das Vernehmen der drei Zaupt-Detonationen der Dauer der Zwischenzeit nach, bestätigten.

¹⁶¹ Obyleich nach alle dem, was bereits über die Explosionen des Meteors und über die so mannigsach modifizierte und komplizierte Wurss und Kallsbewegung, mit welcher die von demselben weggeschleuderten Bruchstücke zur Erde kommen, als wahrscheinlich vorgebrach worden ist, es wohl unmöglich sein dürfte, den wahren Mittelpunkt dieser Gruppen von Kallstellen, und noch mehr

Aus einer Übersicht der dem Plane beigefügten Tabelle

jenen, diesen in senkrechter Zöhe zentrierenden der Explosionen selbst, mit voller Zuversicht zu bestimmen so kann man body mit aller Wahrscheinlichkeit ersteren bort annehmen, wo bie meisten fallsstellen und diese im Durchschnitte am dichtesten beisammen liegen, letzteren aber etwas hinter diesem Punkte, da wohl vorausgesetzt werden kann, dass die eigentümliche Bewegung der Masse auf alle von ihr netrennten Bruchstücke mehr oder weniner Einfluss nehabt habe. Der Mittelpunkt ber mittleren Gruppe möchte bennach etwa 600 Klafter O. N. O. von der Kirche von Stannern und etwa 1000 Blafter T. von Sorez und 600 S. S. W. von Sallenau zu setzen sein so dass der äußerste Stein dieser Gruppe in W. Is bis 1600, der äußerste in O. 1000 bis 1100, der südlichste 12 bij 1600, der nördlichste etwa 800 Klafter davon entfernt zu liegen käme Entfernungen die ben benkbaren Wurff- und Sallsbewegungen der dieser Gruppe angehörigen Bruchstücke gang gut entsprechen möchten. Der Mittelpunkt der dritten Gruppe könnte sich um die Fallstelle Ar. U a. gedacht werden, etwa 400 Klafter A. von Lang Pirnitz, 2800 Klafter vom Mittelpunkte der vorigen so dass der äußerste Stein in W. etwa 800, der in G. 500, der südlichste 1600, der nördlichste 600 Klafter davon zu liegen käme. Zieht man nun eine gerade Linie durch diese beiden Punkte und verlängert sie bis auf Nordende des elliptischen Seldes so würde ihr Endpunkt hier gegen Willenz zu, etwa 600 Klafter östlich von diesem Orte, und etwa 200 Klafter W. N. W. von der Sallsstelle Mr. 60 fallen. Diese Linie — welche etwa um 3 oder 4 Grade von der hier angegebenen Aichtung des magnetischen Meridianes abwiche — würde nun nicht nur die beiden in Sinficht der gefallenen Steine am besten beobachteten und den Sallstellen nach am genauesten aufgemittelten Gruppen in ihrem wahrscheinlichen Mittelpunkte durchschneiden, sondern auch die Jahl der Sallsstellen und selbst den befallenen Slächenraum — obyleich letzteres von weniger Belang ist – in zwei ziemlich gleiche Zälften teilen, und somit mit vieler Wahrscheinlichkeit als die wahre Bahn des Meteors bezeichnend angesehen werden können. Es würde dieselbe nur voraussetzen, daff auf jenen durch sie bezeichneten Punkt, oder vielmehr noch mehr westlich, gegen Willenz ober Porenz zu, einige Steine mit der ersten Explosion innerhalb der Grenzen des elliptischen Seldes gefallen seien. Und dies war höchst wahrscheinlich wirklich der Kall denn nicht nur. dass von diefer Gruppe nur vier Steine aufgemittelt werden konnten, deren doch, im Verhältnis zur Jahl und Maffe der übrigen, nicht gar so wenige gefallen sein können, und dass deren Sallstellen so nahe beisammen und alle nach einer Seite hin liegen, so dass kaum ein Mittelpunkt oder eine Durchschnittslinie, am wenigsten eine solche benkbar wäre, welche jener der übrigen Gruppen nur einiger Magen entspräche so ist ef auch sehr möglich, daff in dieser Gegend mehrere Steine unbeobachtet niedersielen oder nicht aufgefunden wurden, da diese Gegend weit weniger bevölkert ist und während der Momente des Ereignisses beinahe ganz von den Linwohnern verlassen war, die sich eben auf dem weiten Wege zur Kirche nach Stannern befanden auch hat sich im Verfolg ber Nachforschungen ergeben, dass hier nach der Zand wirklich noch einige Steine aufgefunden wurden, von welchen aber keine nähere Motiz erhalten werden könnte, so wie auch gleich Unfangs am Tage der Begebenheit felbst, mehrere Steine und Bruchstücke von Suhrleuten, die gerade dieses Wegef und namentlich von Willenz kamen und weiter zogen, von daher nach Stannern gebracht, baselbst gezeigt und weiter mitgenommen wurden, daher auch diese einer späteren Motiznehmung entgingen. Sowohl in diesem präsumtiven als in dem bestehenden Kalle — wie ihn inzwischen der Plan ausweiset — würde der Mittelpunkt dieser Gruppe von senem der zweiten oder mittleren in einem ähnlichen Abstande, d. i. von beiläufig 2600 bif 2800 Klafter, wie der von dieser zu jenem der dritten Gruppe zu liegen kommen, waf auch die oben bemerkte Gleichheit der steinfreien Räume zwischen denselben und des Abstandes der Gruppen en masse, so wie die Gleichheit des Zeit-Momentef im Vernehmen der, die Explosionen bezeichnenden Detonationen vermuten ließen. Der von dem Meteore während diesen Explosionen, die jene Steingruppen als Produkt gaben, auf feinem June zurücknelente Raum, wurde bemnach eine Strecke von 5 bis 6000 Klafter in gerader Linie betreffen, und danach einstimmigen Auffagen so vieler Augen- und Ohrenzeugen des Phänomenef, das begleitende Getose im Ganzen 6 bis 8 Minuten dauerte, so bestimmt diese Dauer beiläufig den Zeitraum, welchen das Meteor brauchte, jene Strecke zurückzulegen die Schnelligkeit ber Bewegung scheint bennach nicht ausnehmend groß gewesen zu sein, man mag die Söhe auch als noch so beträchtlich und die Richtung des Juges auch noch so schief oder parabolisch annehmen, auch ergibt sich, dass die vier am nördlichen Ende des elliptis schen Feldes niedergefallenen und die erste Gruppe bildenden Steine alle ansehnlich groß und gewichtig waren (der größte von 13 Pfund, der kleinste — der wohl nur ein Bruchstück eines später im Kalle zersprungenen Steines gewesen sein dürfte — von 28 Loth), und zusammen bei 27 Pfund wogen. Die 36 Steine der mittleren oder zweiten Gruppe betragen dagegen am Gewichte zusammen nur etwas über 55 Pfund, und es waren meistens kleinere oder doch nur mittelgroße Steine, im Durchschnitte von I bis 3 Pfund (nur 8 von 2 Pfund und darüber, 3 von 3 und 2 von 4 Pfund, der größte von $4^{\frac{1}{2}}$ Pfund dagegen aber auch keiner unter 8 Loth, nur 8 unter 16 Loth, 13 unter einem Pfund). Jene, die dritte, südliche Gruppe bildenden 26 Steine endlich geben ein Gesamtgewicht von kaum mehr alf II Pfund und waren fast durchgebends kleine und sehr kleine Steine, im Durchschnitte von 7 bis 12 Loth (12 davon unter 8, 7 unter 16 Loth, nur einer von 13, der größte etwas über 2 Pfund) der kleinste hier aufgezeichnete wog $3\frac{1}{2}$ Loth, und ohne Zweifel sind hier noch weit kleinere gefallen, die aber entweder nicht aufgefunden oder der Aufzeichnung nicht wert befunden wurden, wie dies die beiden auf der fünften Tafel, Sig. 3 und 4 abyebildeten, der Anzeige nach auf dieser Gegend herstammenden und folglich zu dieser Gruppe gehörigen Steine bewähren, wovon der eine kaum $2\frac{1}{2}$ Quäntchen,

wohl voraussetzen, dass die Zeitschätzung, wie kaum zu bezweiseln ist, um vieles zu hoch ausgefallen sein möchte.

der andere kaum 56 Gran wiegt. 162

Die Tabelle weiset übrigens 63 Jinder und 66 Steine, und von letzteren ein Gesamtgewicht von 93 Pfund aus. Ich hatte bereits in der ersten von diesem Ereignisse gebenen Nachricht, nach den Resultaten der an Ort und Stelle gepflogenen Untersuchung und nach Erwägung aller Umstände und Verhältnisse, die Total-Jahl der gestallenen Steine auf 100 Stück und das Gesamtgewicht derselben auf 150 Pfund geschätzt, obgleich ich damals nur von 40 aufgefundenen verlässliche Notiz, und trotz des angelegentlichsten Einsammelns der bereits aufgefundens den gewesenen und der eisrigsten Betreibung des Aufsuchens den gewesenen und der eisrigsten Betreibung des Aufsuchens den steine gebliebenen Steine durch zwei Tage, nur 61 Stück (wovon die meisten nur Fragmente waren), am Gewichte zusammen bei 27 Pfund, aufbringen konnte, 163

¹⁶² Den sprechendsten Beleg für die Richtigkeit dieses merkwürdigen Umstandes, der sich ums bei der Untersuchung des Ereignisses an Ort und Stelle sogleich bemerkbar machte (so wie er bereits von dem französischen Physiker Biot — bei Gelegenheit der wissenschaftlichen Untersuchung des Steinfalles bei L'Aigle — bemerkt worden war) — daff nämlich an dem einen Ende der großen Aldse der Ellipse, und zwar — nach dem bei diesen beiden Ereignissen mit aller Verläfflichkeit beobachteten Juge des Meteors und der ganzen Erscheinung — mit der ersten Explosion, meistens große und darunter die größten Steine, am entgegen gesetzten dagegen, mit der letzten Explosion, meistens Eleine und die Eleinsten, im Mittel und als Produkt der zweiten Explosion, aber meistens mittelgroße Steine fielen (worauf allenfallf zu schließen wäre, daff die Masse Unfangs zäher und schwerer zersprengbar gewesen sein möchte) — und zugleich für die Genausgkeit des Planes und der Tabelle (deren mittel, und unmittelbare Justandebringer denn doch keine entfernte Uhndung dieses Umstandes hegen konnten), geben die wirklich vorhandenen, größten Teils lange vor der Zustanbebringung jener und unmittelbar auf erster Zand erhaltenen, oben beschriebenen unverbrochenen Steine von diesem Ereignisse, deren angegebene fallstellen genau den Erwartungen (so wie auch vollkommen den über manche persönlich eingeholten Privat-Notizen) entsprachen, zu welchen das respektive Volumen und Gewicht derselben in diesen Beziehungen berechtigten. So ist der auf der vierten Tafel abgebildete größte Stein zunächst der äußersten Kallstelle am nördlichen Ende des Flächenraumef, alf Glied der ersten Gruppe unter Ar. 59 angezeigt, so finden sich die Sig. 5 auf der fünften und Sig. I bif 4 auf der fechsten Tafel abgebildeten größeren Steine fämtlich im Mittel des elliptischen Feldes, als Produkt der zweiten Explosion unter Mr. 45, 26, 35, 43 und 40 bagegen die Pleineren Sig. I. 2. der fünften Tafel, im füdlichen Ende und unter der letzten Gruppe def Feldef unter Mr. 19 und 16 angedeutet, und die beiden kleinsten, Sig. 3. 4. derselben Tafel, wenigstenf alf in dieser Gegend, nämlich in der Nähe von Lang-Pirnitz aufgefunden, angegeben. 163 Die Umstände und Verhältnisse, welche damals - als noch von Seite des, weder durch besonde $^{-}$

und ich fand auch späterhin, nach den nachträglich erhaltenen Notizen, keine Ursache davon abzugehen. Durch dieses Verzeichnis, das beinahe ein Jahr später zu Stande gebracht wurde — nachdem zu zwei verschiedenen und den günstigsten Perioden (zur Schnitt- und Zerbstbestellungseit der Gründe) das sorgfältigste Aufsuchen der et-

re Neugierde, noch weniger durch Eigennutz gereitzten Landvolles sener Gegend keine absichtliche Verheimlichung oder Juruckhaltung der aufgefundenen Steine zu beforgen war, indem man vielmehr daf Körmliche der Verhandlung, daf Ungelegentliche des Auffuchenf und Lintreibenf solcher an sid, ganz wertloser (der vorherrschenden Meinung nach für angebrannte Mauerstücke eines in die Luft gesprengten Pulver-Magazines angesehene) Steine und die Vergütung für die dabei bezeigte Willfährigkeit und Bemühung höchst sonderlich fand — bei sener Abschätzung Berücksichtigung heischten, waren: die physische und agronomische Beschaffenheit des Flächenraumes — der zum Teil mit Gehölze und Waldungen bedeckt, größten Teilf aber bebauet und in dieser Jahreßeit von der bereits herangewachsenen Saat bedeckt, das Auffinden der Steine schwierig machte — ferner der Umstand, dass gerade während des Verlaufes des Begebenheit das gesamte Landvolk auf den umliegenden und gerade auf den, den befallenen flächenraum begrenzenden Ortschaften auf den Gange zur Pfarrkirche nach Stannern begriffen, größten Teilf schon in dieser Gegend versammelt, und von ersteren, zumal den entlegeneren in N. und S. schon ziemlich entfernt und mit dem Rücken Sahin gekehrt war — so Saff solglich in jenem beschränkteren Bezirke die meisten der gefallenen Steine im Mieder- oder Auffallen (infofern dief an fich — wie wirklich mehrenteilf — der Sall war) beobachtet und daher gleich aufgehoben oder auch später noch bald aufgefunden, in ersteren Gegenden bagegen nur wenige, von den zurück gebliebenen und zufällig gerade im Freien sich befindenden Bewohnern, im Salle bemerkt und daher mehrenteils nach der Jand nur zufällig oder durch absichtliches Aufsuchen, gefunden werden konnten. (Diess bewährte sich auch in der Kolge durch die später aufgefundenen und eingelieferten Steine, die alle auf diesen Gegenden herstammten, so wie durch manche andere, die mir in dieser Zwischenzeit mittels oder unmittelbar zu Gesicht und Kenntnif kamen, welche — in Solge der allmählichen Aufklärung und des gereitzten Eigennutzes späterer Sinder — auf Nebenwegen in fremden Besitz geraten waren und ohne Zweisel kommen, wo nicht alle, doch die meisten Steine jenef Drittelf der wahrscheinlichen Total-Jahl, die, wenigstenf ben Sindern und den Sallstellen nach, nicht mit Verläfflichkeit ausgemittelt werden konnten, dahin zu versetzen.) Ein dritter zu berücksichtigender Umstand war endlich sener, dass eben während und unmittelbar nach der Begebenheit — die durch das Wunderbane und Lärmende die ganze Gegend auf ziemlich weite Entfernung, wenigstenf für den ersten Tag, in Angst und Staunen versetzte mehrere Reisende auf der Poststraße ab und zu, und mehrere Fuhrleute des Weges von Willenz her, durch diese Gegend kamen, welche teilf selbst aufgefundene, teilf mitgeteilt erhaltene Steine, die ihnen denn doch mehr oder weniger sonderbar (und vielleicht nicht ganz so wie angebrannte Mauerstücke) vorgekommen sein mochten, der Merkwürdigkeit wegen und als Beleg der von ihnen ganz oder zum Teil beobachteten Erscheinung, mit sich fortnahmen. Einem dieser Reisenden bessen Aufmerksamkeit glücklicherweise lebhafter und von einer richtigeren Ansicht auf angeregt wurde, obgleich derselbe weder Augen- noch Ohrenzeuge des Phänomenes, sondern nur Zeuge des ersten Lindruckef war, den dasselbe einige Stunden früher unter den Bewohnern einer so beträchtlichen Strecke allgemein verbreitet hatte, und ein Bruchstück eines der gefallenen Steine mitgeteilt erhielt — hatte man auch die erste, verlässliche und hinlänglich frühzeitige Nachricht von diesem Ereignisse zu verdanken, ohne welche die Notiz davon — wie von so vielen ähnlichen wahrscheinlich auf jene Gegend und den schnell verlöschenden Lindruck beschränkt, für die Geschichte und für die Wissenschaft unbenutzt geblieben wäre.

wa verborgen liegenden Steine in der ganzen Gegend veranlasst und alle Individuen, welche seit dem Momente des Ereignisses Steine aufgefunden hatten, oder auch nur um die Aussindung von welchen wussten, zu wiedersholten Mahlen amtlich vernommen worden waren—erhielt ich vollends in seder Beziehung die vollkommenste Bestätigung, und sinde auch setzt, nach einer Zwischenzeit von 12 Jahren, während welcher ich nicht versäumste, mittels und unmittelbar meine Nachsorschungen über die Besitzverbreitung der Steine von diesem Ereignisse sortzusetzen, keinen Grund, sene Annahme auch nur im geringsten abzuändern. 164

Wenn man nun bedenkt, dass sene 100 Steine einen Flächenraum von mehr denn zwölf — oder wenn man streng sein und die steinfreien Räume zwischen den Gruppen in Abrechnung bringen will — doch wenigstens von acht Millionen Quadrat-Klaster trasen, und dass, selbst da wo sie am dichtesten sielen, die einzelnen doch 100 bis 300 Klaster voneinander zu liegen kamen oh ich man es wohl nicht gar so sonderbar sinden, dass bei solchen

¹⁶⁴ Unter mehr denn 40 ähnlichen Ereignissen, die sich in der neuesten Zeit, den letzten 30 Jahren, zutrugen und wovon wir nähere und verlässliche Nachrichten haben, war dieses — sowohl der Masse im Ganzen als der Zahl der gefallenen Steine nach — eines der bedeutendsten und ergiebigsten nur senes, das 1790 in der Gegend von Zarbotan, und vollends senes, welches 1803 bei L'Aligle in Frankreich sich ergab, haben dasselbe in beiden Nücksichten übertrossen, und sene die sich, 1794 zu Siena im Toskanischen, 1807 zu Weston in Nord-Amerika, 1812 zu Toulouse in Frankreich, 1813 zu Limerick in Irland und 1814 zu Agen in Frankreich zutrugen, möchten demselben gleich gestellt werden dürsen.

 $^{^{165}}$ Diese weitschichtige Zerstreuung der Steine über den befallenen flächenraum bei Ereignissen der Art, wo deren mehrere und wo sie selbst in großer Menge sielen, wie z. Z. bei senen von L'Aigle, wo zwischen 2- und 3000 über einen flächenraum von $2\frac{1}{2}$ franz. Meilen in der Länge und von einer in der Breite verteilt waren scheint einerseits auf eine beträchtliche Zöhe, in welcher die Explosionen vor sich gehen, hinzudeuten, andererseits aber wohl auch die im Obigen vorausgesetzte, höchst mannigsaltig und vielseitig wirkende Wurstraft zu bestätigen.

Ereignissen, wenn sich dieselben selbst bei Tage und in bewohnten Gegenden zutragen, so selten Menschen oder Vieh von den Steinen getrossen werden, so wie man wohl auch in dieser Zinsicht den Ausdruck Steinregen für nicht ganz passend erachten möchte.

10 Erklärung der Titel-Vignette.


Es stellt dieselbe einen massiven, rein auf einem Stücke von der Elbonner Meteor-Lisen-Masse neschnittenen. und ohne alle Zämmerung, bloß durch feilen zu Stande nebrachten Sienel-Ainn von antiker Korm vor, dessen Oberteil oder Kranz eingedreht worden war, und der dann im Ganzen fein poliert und auf der Siegelfläche mit Salpetersäure auf eine solche Tiefe geätzt wurde, dass sich das bei solcher Behandlung zum Vorschein kommende kristallinische Gefüge der Metall-Masse nicht nur beutlich und vollkommen erkennen, sondern sich auch als Zeichnung im geschmolzenen Siegellacke gut abdrucken lässt. Als Devise ist auf sene kläche ein Pfeil — das in der chemischen Bildersprache zur Bezeichnung des Kisens (dem Mars neweiht) übliche Symbol — in Verbindung mit einem Sterne, in der Aichtung des Kalles — als ein die Natur und zugleich den Ursprung der Masse bezeichnendes Sinnbild — graviert worden.

Diesem Ringe zur Seite sind zwei Würfel — seder von beiläusig 4 Linien Seite, und woran an dem einen noch eine der Ecken abgestumpst worden war — dargestellt, welche ebenfalls rein aus einem Stücke sener Masse winkelrecht geschnitten, eben und scharfkantig zugeseilt, sein poliert, und dann im Ganzen, auf allen Flächen und Kanten zugleich, auf einen ähnlichen Grad geätzt wurden, um die verhältnismäßige Tiese zu zeigen, auf welche


die verschiedenen, das Gefüge der Masse konstituierenden Teile in dieselbe eindringen, und wie diese, auf einer bestimmten und im Ganzen gleichförmigen Tiese von der Oberfläche, gegen einander gelagert, unter einander versbunden und voneinander geschieden sind. (Siehe Seite 81, Note 2.)




Ælbogen.

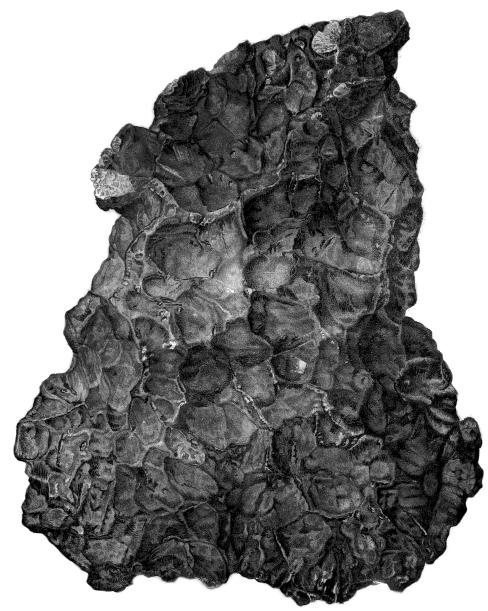

Agram.

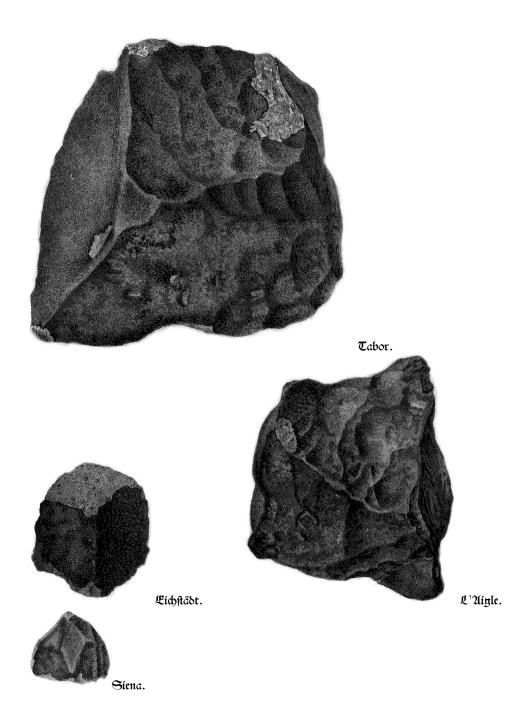

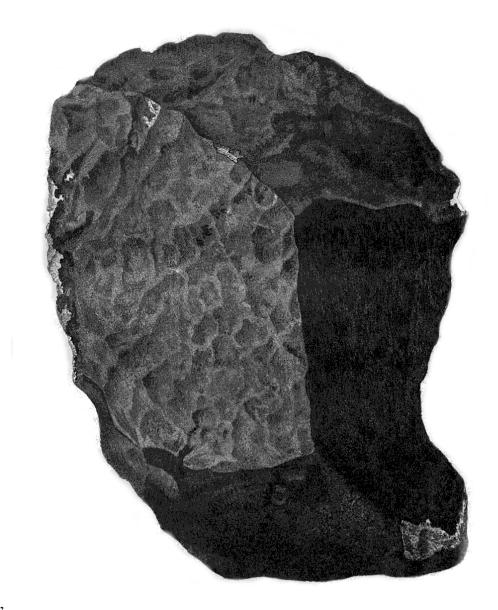

Lissa.



Stannern.

